

第一原理電子状態計算ソフトウェア
PHASE/0 2015
ユーザーマニュアル

PHASE/0



PHASE System

COPYRIGHT of the program codes

Copyright (C) of the original version: Hideki Katagiri, Koichi Kato, Tsuyoshi Miyazaki, Yoshitada Morikawa, Hideaki Sawada, Toshihiro Uchiyama, Tsuyoshi Uda, Takahiro Yamasaki.

Copyright (C) of the developed version by the national projects FSIS, RSS21, and RISS has been managed by the Institute of Industrial Science (IIS), the University of Tokyo.

The Institute of Industrial Science (IIS) has a right to distribute the program set developed from the original version as a free software.

HISTORY

The original version of this set of the computer programs "PHASE" was developed by the members of the Theory Group of Joint Research Center for Atom Technology (JRCAT), based in Tsukuba, in the period 1993-2001. The names of the contributors to the original version are Hideki Katagiri, K. Kato, T. Miyazaki, Y. Morikawa, H. Sawada, T. Uchiyama, T. Uda and T. Yamasaki. These contributors has agreed with that the Institute of Industrial Science (IIS), the University of Tokyo, distributes this program as a free software.

Since 2002, this program set had been intensively developed as a part of the following national projects supported by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) of Japan: "Frontier Simulation Software for Industrial Science (FSIS)" from 2002 to 2005, "Revolutionary Simulation Software (RSS21)" from 2006 to 2008. "Research and Development of Innovative Simulation Software (RISS)" from 2008 to 2013. These projects is lead by the Center for Research on Innovative Simulation Software (CISS), the Institute of Industrial Science (IIS), the University of Tokyo.

Since 2013, this program set has been further developed centering on PHASE System Consortium.

The activity of development of this program set has been supervised by Takahisa Ohno.

CONTACT ADDRESS

PHASE System Consortium

E-mail: phase_system@nims.go.jp URL <https://azuma.nims.go.jp>

* When distributing the software "PHASE" duplications, the user must attach the full text in this file.

目次

| | |
|---|----|
| 1. はじめに..... | 13 |
| 1.1 PHASE システムの概要..... | 13 |
| 1.2 PHASE とは? | 14 |
| 1.2.1 PHASE の主な特徴、機能 (PHASE で何が計算できるか?) | 14 |
| 1.2.2 PHASE/0 のプログラム構成..... | 15 |
| 1.2.3 利用可能な動作環境 (計算機環境要件) | 15 |
| 1.2.4 PHASE/0 の機能 (2D 並列版と 3D 並列版の比較) | 16 |
| 1.3 マニュアルの構成..... | 17 |
| 1.4 PHASE の更新履歴..... | 18 |
| 2. PHASE/0 の基本的な利用方法..... | 20 |
| 2.1 PHASE/0 の計算手順の概要..... | 20 |
| 2.2 入力データの準備..... | 21 |
| 2.2.1 計算に最低限必要なファイル..... | 21 |
| 2.2.2 入力パラメータファイル: <i>nfnp.data</i> (簡略版) | 22 |
| 2.2.2.1 入力パラメータファイル例..... | 22 |
| 2.2.2.2 Control ブロック..... | 24 |
| 2.2.2.3 Accuracy ブロック..... | 24 |
| 2.2.2.4 Structure ブロック..... | 25 |
| 2.2.2.5 Wavefunction_solver ブロック..... | 25 |
| 2.2.2.6 Charge_mixing ブロック..... | 26 |
| 2.2.2.7 Postprocessing ブロック..... | 26 |
| 2.2.2.8 入力パラメータファイルの最低限の設定項目..... | 27 |
| 2.2.3 擬ポテンシャルファイル..... | 30 |
| 2.2.3.1 擬ポテンシャルの種類 (内殻の取り扱い方法): フローズンコア型と PAW 型..... | 30 |
| 2.2.3.2 擬ポテンシャルファイルの入手方法..... | 30 |
| 2.2.3.3 擬ポテンシャルの指定方法..... | 30 |
| 2.2.4 入出力ファイル設定ファイル <i>file_names.data</i> | 31 |
| 2.3 計算の実行..... | 33 |
| 2.3.1 プログラム <i>phase</i> の実行..... | 33 |
| 2.3.2 計算状況の確認..... | 34 |
| 2.3.3 継続計算..... | 34 |
| 2.3.4 <i>ekcal</i> の実行 (状態密度計算、バンド構造計算) | 34 |
| 2.3.4.1 状態密度の計算..... | 34 |
| 2.3.4.2 バンド構造計算..... | 35 |
| 2.4 計算結果の確認..... | 37 |
| 2.4.1 計算終了の状況・要因・対応..... | 37 |
| 2.4.2 計算終了 (正常終了、異常終了) の確認..... | 37 |
| 2.4.3 SCF 計算、構造緩和計算の収束状況の確認..... | 38 |
| 2.4.4 計算状況の確認 (ログファイル <i>output000</i> および <i>jobstatus000</i>)..... | 38 |
| 2.4.4.1 サンプリング <i>k</i> 点..... | 39 |
| 2.4.4.2 全エネルギー..... | 39 |
| 2.4.4.3 スピン状態..... | 39 |
| 2.4.4.4 固有値および占有数..... | 39 |
| 2.4.4.5 SCF 計算あたりの計算時間..... | 40 |
| 2.4.4.6 計算の進捗状況 (<i>jobstatus000</i>) | 40 |
| 2.5 計算結果の解析、可視化..... | 41 |

| | | |
|---------|--|----|
| 2.5.1 | 全エネルギー、原子に働く力の最大値 (エネルギー履歴ファイル <i>nfefn.data</i>) | 41 |
| 2.5.1.1 | 構造緩和計算 | 41 |
| 2.5.1.2 | 分子動力学法計算 | 41 |
| 2.5.1.3 | 格子最適化計算 | 42 |
| 2.5.2 | 原子座標 (原子座標履歴ファイル <i>nfdynm.data</i>) | 42 |
| 2.5.3 | 電荷密度 (電荷密度ファイル <i>nfchr.cube</i>) | 44 |
| 2.5.4 | 状態密度 (状態密度ファイル <i>dos.data</i>) | 44 |
| 2.5.5 | バンド構造 (固有値データファイル <i>nfenergy.data</i>) | 45 |
| 2.6 | 参考文献 | 46 |
| 3. | 入力パラメータファイル: NFINP.DATA (詳細版) | 47 |
| 3.1 | 入力パラメータファイルの形式(F_INP ファイル) | 47 |
| 3.1.1 | パラメータ設定形式 | 47 |
| 3.1.2 | 単位の指定 | 48 |
| 3.1.3 | コメント | 48 |
| 3.1.4 | 入力パラメータファイル例 | 49 |
| 3.2 | 入力パラメータファイル NFINP.DATA のタグ (キーワード) の一覧 | 51 |
| 3.3 | 全体的な計算条件設定 (CONTROL) | 58 |
| 3.4 | 計算精度の指定 (ACCURACY) | 58 |
| 3.4.1 | カットオフエネルギー | 58 |
| 3.4.2 | バンド数 | 59 |
| 3.4.3 | k 点サンプリングとスメアリング | 59 |
| 3.4.4 | 交換相関エネルギー | 60 |
| 3.4.5 | 収束判定 | 60 |
| 3.4.6 | 初期波動関数と初期電荷密度 | 61 |
| 3.4.7 | 実空間法 | 61 |
| 3.5 | 原子構造 (STRUCTURE) | 62 |
| 3.5.1 | ユニットセル | 63 |
| 3.5.2 | 原子座標 | 63 |
| 3.5.3 | 原子種の指定 | 64 |
| 3.5.4 | 系全体への電荷の付加 | 65 |
| 3.5.5 | 磁気モーメントの初期値の指定 | 65 |
| 3.5.6 | 対称性の指定 | 65 |
| 3.6 | 波動関数ソルバー (WAVEFUNCTION_SOLVER) | 67 |
| 3.6.1 | PHASE における計算フロー | 67 |
| 3.6.2 | 波動関数ソルバー | 67 |
| 3.7 | 電荷密度混合法 (CHARGE_MIXING) | 69 |
| 3.7.1 | 電荷密度混合法 | 69 |
| 3.7.2 | 収束を加速させるテクニック | 70 |
| 3.8 | 波動関数ソルバーおよび電荷密度混合法の自動設定 | 72 |
| 3.9 | 構造最適化 (STRUCTURE_EVOLUTION) | 74 |
| 3.9.1 | 構造最適化 | 74 |
| 3.9.2 | 分子動力学法計算 | 75 |
| 3.9.3 | 構造更新時の電荷密度、波動関数の予測更新 (収束性の向上) | 75 |
| 3.9.4 | ストレステンソル計算 | 77 |
| 3.10 | 後処理 (POSTPROCESING) | 78 |
| 3.10.1 | 状態密度 (DOS) | 78 |
| 3.10.2 | 電荷密度 | 78 |
| 3.10.3 | 構造最適化/分子動力学シミュレーションの最中に後処理を行う方法 | 79 |
| 3.11 | ログレベル (PRINTLEVEL) | 79 |

| | |
|---|------------|
| 4. 基本機能を利用した計算例 | 81 |
| 4.1 全エネルギー計算 | 81 |
| 4.1.1 入力パラメータ | 81 |
| 4.1.2 計算の実行 | 83 |
| 4.1.3 計算結果の出力 | 83 |
| 4.2 対称性を考慮した計算 | 85 |
| 4.2.1 入力パラメータ | 85 |
| 4.2.1.1 単位胞の指定 | 85 |
| 4.2.1.2 対称性の指定 | 87 |
| 4.2.1.3 反転対称性がある場合 | 88 |
| 4.2.2 計算例：シリコン結晶(Si₂) | 90 |
| 4.3 スピン分極を考慮した計算 | 95 |
| 4.3.1 強磁性の計算 | 95 |
| 4.3.1.1 入力パラメータ | 95 |
| 4.3.1.2 計算結果の出力 | 96 |
| 4.3.2 反強磁性の計算 | 97 |
| 4.3.2.1 入力パラメータ | 97 |
| 4.4 構造最適化 | 99 |
| 4.4.1 入力パラメータ | 99 |
| 4.4.2 計算結果の出力 | 100 |
| 4.4.3 計算例：シリコン結晶の構造最適化 | 100 |
| 4.5 表面の計算 | 102 |
| 4.5.1 表面の計算を実行するには | 102 |
| 4.5.2 反転対称性を考慮した表面の計算 | 104 |
| 4.5.3 計算例：金属表面の生成エネルギー | 106 |
| 4.6 原子・分子の計算 | 108 |
| 4.6.1 入力パラメータ | 108 |
| 4.7 電荷密度の出力 | 110 |
| 4.8 状態密度の計算 | 112 |
| 4.9 バンド構造の計算 | 114 |
| 4.9.1 k 点のデータの作成 | 114 |
| 4.9.2 固定電荷の計算を行う | 115 |
| 4.9.2.1 入力パラメータ | 115 |
| 4.9.3 バンド構造図の作成 | 117 |
| 4.10 格子定数 | 119 |
| 4.10.1 計算方法 | 119 |
| 4.10.2 計算例：Si 結晶 | 119 |
| 5. 応用機能 | 121 |
| 5.1 解析機能 | 121 |
| 5.1.1 ストレステンソル | 121 |
| 5.1.1.1 機能の概要 | 121 |
| 5.1.1.2 入力パラメータ | 121 |
| 5.1.1.3 弾性定数 | 122 |
| 5.1.2 局所状態密度と部分電荷密度 | 125 |
| 5.1.2.1 機能の概要 | 125 |
| 5.1.2.2 原子分割局所状態密度 | 126 |
| 5.1.2.3 層分割局所状態密度 | 127 |
| 5.1.2.4 部分電荷密度 | 129 |
| 5.1.2.5 ウルトラスフト型擬ポテンシャルを利用している場合の高速化 | 132 |

| | | |
|--------------|---------------------------------------|------------|
| 5.1.3 | 射影状態密度 | 134 |
| 5.1.3.1 | 入力パラメータ..... | 134 |
| 5.1.3.2 | 計算結果の出力..... | 135 |
| 5.1.3.3 | 計算例：BaTiO ₃ 結晶の射影状態密度..... | 135 |
| 5.1.4 | ワニエ関数 | 138 |
| 5.1.4.1 | 機能の概要..... | 138 |
| 5.1.4.2 | 計算例：Si の最大局在ワニエ関数..... | 138 |
| 5.1.4.3 | Wannier90 を用いたワニエ関数解析..... | 140 |
| 5.1.5 | STM 像解析 | 145 |
| 5.1.6 | XPS 解析 | 146 |
| 5.1.6.1 | 機能の概要..... | 146 |
| 5.1.6.2 | 計算の実行方法..... | 149 |
| 5.1.6.3 | 計算例：Si(100)表面..... | 149 |
| 5.1.6.4 | 参考文献..... | 152 |
| 5.1.7 | 仕事関数 | 153 |
| 5.1.7.1 | 機能の概要..... | 153 |
| 5.1.7.2 | 入力パラメータ..... | 153 |
| 5.1.7.3 | 計算の実行方法..... | 153 |
| 5.1.7.4 | 計算結果の出力..... | 154 |
| 5.1.7.5 | 計算例：アルミニウムの仕事関数..... | 154 |
| 5.1.8 | 陽電子寿命解析 | 156 |
| 5.1.8.1 | 機能の概要..... | 156 |
| 5.1.8.2 | 入力パラメータ..... | 157 |
| 5.1.8.3 | 計算結果の出力..... | 158 |
| 5.1.8.4 | 使用上の注意..... | 159 |
| 5.1.8.5 | 参考文献..... | 160 |
| 5.2 | 原子ダイナミクス | 161 |
| 5.2.1 | 振動解析 | 161 |
| 5.2.1.1 | 機能の概要..... | 161 |
| 5.2.1.2 | 入力パラメータ..... | 162 |
| 5.2.1.3 | 計算結果の出力..... | 163 |
| 5.2.1.4 | 計算例：水分子の振動解析..... | 164 |
| 5.2.1.5 | 計算例：シリコン結晶(Si ₂)..... | 168 |
| 5.2.2 | フォノンバンド計算 | 171 |
| 5.2.2.1 | 機能の概要..... | 171 |
| 5.2.2.2 | 利用方法..... | 171 |
| 5.2.2.3 | 例題..... | 177 |
| 5.2.2.4 | 使用上の注意..... | 184 |
| 5.2.3 | 分子動力学法シミュレーション | 185 |
| 5.2.3.1 | 機能の概要..... | 185 |
| 5.2.3.2 | 入力パラメータ..... | 185 |
| 5.2.3.3 | 計算結果の出力..... | 185 |
| 5.2.3.4 | 使用方法：エネルギー一定の分子動力学シミュレーション..... | 186 |
| 5.2.3.5 | 使用方法：温度一定の分子動力学シミュレーション..... | 189 |
| 5.2.3.6 | 使用における注意点..... | 190 |
| 5.3 | 高精度な電子状態の計算 | 191 |
| 5.3.1 | DFT+U 法 | 191 |
| 5.3.1.1 | 機能の概要..... | 191 |
| 5.3.1.2 | 入力パラメータ..... | 192 |
| 5.3.1.3 | 計算結果の出力..... | 192 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 5.3.1.4 | 計算例：立方晶 SrTiO ₃ | 194 |
| 5.3.1.5 | 計算例：立方晶 LaVO ₃ | 194 |
| 5.3.1.6 | 計算例：斜方晶 LaVO ₃ | 195 |
| 5.3.1.7 | 立方晶 FeO..... | 195 |
| 5.3.2 | ハイブリッド汎関数..... | 196 |
| 5.3.2.1 | 機能の概要..... | 196 |
| 5.3.2.2 | 入力パラメータ | 196 |
| 5.3.2.3 | 計算例..... | 198 |
| 5.3.2.4 | 使用における注意点..... | 200 |
| 5.3.2.5 | 参考文献 | 200 |
| 5.3.3 | ファンデルワールス相互作用 (非局所相関項) | 201 |
| 5.3.3.1 | 機能の概要..... | 201 |
| 5.3.3.2 | 非局所相関項を含めた全エネルギー計算..... | 201 |
| 5.3.3.3 | 計算例：積層グラファイトの全エネルギー計算 | 204 |
| 5.3.3.4 | 参考文献 | 205 |
| 5.3.4 | ファンデルワールス相互作用補正機能..... | 206 |
| 5.3.4.1 | 機能の概要..... | 206 |
| 5.3.4.2 | 入力パラメータ | 207 |
| 5.3.4.3 | 計算例..... | 209 |
| 5.3.5 | 有効遮蔽体法 (ESM 法) | 210 |
| 5.3.5.1 | 機能の概要..... | 210 |
| 5.3.5.2 | 入力パラメータ | 210 |
| 5.3.5.3 | 計算の実行..... | 211 |
| 5.3.5.4 | 計算例：水分子..... | 211 |
| 5.3.5.5 | 使用における注意点..... | 213 |
| 5.3.5.6 | 参考文献 | 213 |
| 5.3.5.7 | ライセンス..... | 213 |
| 5.4 | 化学反応の解析 | 215 |
| 5.4.1 | NEB 法..... | 215 |
| 5.4.1.1 | 機能の概要..... | 215 |
| 5.4.1.2 | 入力パラメータ | 216 |
| 5.4.1.3 | 計算の実行方法..... | 223 |
| 5.4.1.4 | 計算結果の出力..... | 224 |
| 5.4.1.5 | 計算例：シリコン表面に水素分子が解離吸着する反応..... | 225 |
| 5.4.1.6 | 使用における注意点..... | 229 |
| 5.4.1.7 | 参考文献 | 230 |
| 5.4.2 | 拘束条件付きダイナミクスと Blue Moon 法による自由エネルギー解析..... | 231 |
| 5.4.2.1 | 機能の概要..... | 231 |
| 5.4.2.2 | 入力パラメータ | 231 |
| 5.4.2.3 | 計算の実行方法..... | 236 |
| 5.4.2.4 | 計算結果の出力..... | 236 |
| 5.4.2.5 | Blue Moon 法による自由エネルギーの計算..... | 237 |
| 5.4.2.6 | 計算例：H ₂ O ₂ および H ₂ S ₂ 分子の回転障壁の解析..... | 239 |
| 5.4.2.7 | 使用における注意点..... | 240 |
| 5.4.2.8 | 参考文献 | 240 |
| 5.4.3 | Meta-dynamics 法..... | 241 |
| 5.4.3.1 | 機能の概要..... | 241 |
| 5.4.3.2 | 入力パラメータ | 242 |
| 5.4.3.3 | 計算の実行方法..... | 247 |
| 5.4.3.4 | 計算結果の出力..... | 248 |

| | | |
|---------|--|-----|
| 5.4.3.5 | 計算例：炭化水素のエネルギー表面..... | 249 |
| 5.4.3.6 | 使用における注意点..... | 254 |
| 5.4.3.7 | 参考文献..... | 254 |
| 5.5 | 時間依存密度汎関数法計算 (TDDFT) | 255 |
| 5.5.1 | 実時間処理型の時間依存密度汎関数理論 (RTTDDFT) による光学スペクトル計算..... | 255 |
| 5.5.1.1 | 機能の概要..... | 255 |
| 5.5.1.2 | 入力パラメータ..... | 255 |
| 5.5.1.3 | 計算の実行方法..... | 256 |
| 5.5.1.4 | 計算結果..... | 256 |
| 5.5.1.5 | 例題..... | 257 |
| 5.5.1.6 | 使用上の注意..... | 258 |
| 5.6 | 構造最適化..... | 260 |
| 5.6.1 | ストレステンソルを利用したユニットセル最適化機能..... | 260 |
| 5.6.1.1 | 入力パラメータ..... | 260 |
| 5.6.1.2 | 計算結果の出力..... | 260 |
| 5.6.1.3 | 計算例：ルチル型 TiO ₂ | 262 |
| 5.7 | ノンコリニア系の計算、スピン軌道相互作用計算..... | 264 |
| 5.7.1 | ノンコリニア系の計算..... | 264 |
| 5.7.1.1 | 機能の概要..... | 264 |
| 5.7.1.2 | 入力パラメータ..... | 264 |
| 5.7.1.3 | 計算結果の出力..... | 265 |
| 5.7.2 | スピン軌道相互作用計算..... | 265 |
| 5.7.2.1 | 機能の概要..... | 265 |
| 5.7.2.2 | 入力パラメータ..... | 265 |
| 5.7.2.3 | 計算結果の出力..... | 265 |
| 5.7.2.4 | 計算例：O ₂ 分子、Pt ₂ 分子..... | 266 |
| 5.7.2.5 | Si 結晶のバンド..... | 266 |
| 5.7.2.6 | 使用上の注意..... | 267 |
| 5.8 | ELNES/XANES 解析機能..... | 268 |
| 5.8.1 | はじめに..... | 268 |
| 5.8.2 | 準備：擬ポテンシャル..... | 269 |
| 5.8.3 | 計算の流れ..... | 269 |
| 5.8.4 | 基底状態 (A) の SCF 計算..... | 270 |
| 5.8.4.1 | 入力..... | 270 |
| 5.8.4.2 | 出力..... | 270 |
| 5.8.5 | 内殻電子励起状態 (B) の SCF 計算..... | 270 |
| 5.8.5.1 | 入力..... | 270 |
| 5.8.5.2 | 出力..... | 271 |
| 5.8.6 | 内殻電子励起状態 (B) のスペクトル計算..... | 271 |
| 5.8.6.1 | 入力..... | 271 |
| 5.8.6.2 | 出力..... | 272 |
| 5.8.7 | 計算事例..... | 273 |
| 5.8.7.1 | LiF 結晶の Li 原子 K 端のスペクトル..... | 273 |
| 5.8.8 | 文献..... | 273 |
| 6. | PAW 法による計算..... | 274 |
| 6.1 | 機能の概要..... | 274 |
| 6.2 | 入力パラメータ、計算の実行方法..... | 274 |
| 6.3 | 計算例：体心立方構造クロム..... | 274 |
| 6.4 | PAW 法で有効な計算機能一覧..... | 276 |

| | |
|--|------------|
| 7. 計算精度など補足事項 | 277 |
| 7.1 計算精度、収束性..... | 277 |
| 7.1.1 カットオフエネルギーと計算精度..... | 277 |
| 7.1.2 k 点サンプリングと計算精度..... | 277 |
| 7.1.3 収束判定と計算精度..... | 278 |
| 7.1.4 ベンチマーク計算例 (波動関数ソルバーの比較) | 280 |
| 7.1.4.1 FCC-Cu..... | 280 |
| 7.1.4.2 Fe(100) 表面..... | 283 |
| 7.1.5 波動関数ソルバーおよび電荷密度混合法の自動設定..... | 286 |
| 7.2 構造最適化..... | 287 |
| 7.2.1 構造最適化手法..... | 287 |
| 7.2.1.1 計算例..... | 287 |
| 7.2.1.2 計算結果..... | 288 |
| 7.2.2 構造更新時の電荷密度、波動関数の予測更新 (収束性の向上) | 288 |
| 7.3 PHASE/0 の単位系..... | 290 |
| 8. PHASE/0 のインストール | 291 |
| 8.1 動作環境..... | 291 |
| 8.2 インストール方法..... | 293 |
| 9. PHASE/0 プログラム、ツールの実行方法 | 295 |
| 9.1 プログラム PHASE..... | 295 |
| 9.1.1 プログラム <i>phase</i> の実行..... | 295 |
| 9.1.2 プログラム <i>phase</i> の並列計算オプション..... | 295 |
| 9.1.2.1 バンド並列、 k 点並列..... | 295 |
| 9.1.2.2 レプリカ並列..... | 295 |
| 9.1.3 プログラム <i>phase 3</i> 軸並列 (G 点並列) 版 (β 版) | 296 |
| 9.2 プログラム EKCAL..... | 297 |
| 9.2.1 プログラム <i>ekcal</i> の実行..... | 297 |
| 9.3 プログラム UVSOL..... | 298 |
| 9.4 状態密度図作成ツール DOS.PL | 299 |
| 9.4.1 <i>dos.pl</i> のオプション..... | 299 |
| 9.5 k 点ファイル生成ツール BAND_KPOINT.PL..... | 301 |
| 9.6 バンド構造図作成ツール BAND.PL..... | 302 |
| 9.6.1 <i>band.pl</i> の実行..... | 302 |
| 9.6.2 <i>band.pl</i> のオプション..... | 302 |
| 9.7 原子構造の拡張 TRAJECTORY 形式への変換ツール DYNAM2TR2.PL..... | 304 |
| 9.8 振動数レベル図作成ツール FREQ.PL..... | 306 |
| 9.8.1 <i>freq.pl</i> のオプション..... | 306 |
| 9.9 基準振動の軌跡の拡張 TRAJECTORY 形式ファイル変換ツール ANIMATE.PL..... | 308 |
| 10. 入出力ファイル | 309 |
| 10.1 入力ファイル..... | 309 |
| 10.1.1 入力パラメータファイル <i>nfnp.data</i> | 309 |
| 10.1.2 擬ポテンシャルファイル..... | 309 |
| 10.2 入出力ファイル設定ファイル FILE_NAME.DATA..... | 311 |
| 10.3 入力ファイル (プログラム EKCAL) | 311 |
| 10.3.1 サンプリング k 点ファイル <i>kpoint.data</i> (F_KPOINT) | 311 |
| 10.4 出力ファイル..... | 312 |
| 10.4.1 状態密度ファイル <i>dos.data</i> (F_DOS)..... | 312 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 10.4.2 | エネルギー履歴ファイル <i>nfefn.data (F_ENF)</i> | 314 |
| 10.4.3 | 原子座標履歴ファイル <i>nfdynm.data (F_DYNM)</i> | 316 |
| 10.4.4 | 電荷密度ファイル <i>nfchr.cube (F_CHR)</i> | 317 |
| 10.4.5 | 継続計算用ファイル <i>continue.data (F_CNTN)</i> | 318 |
| 10.4.6 | 固有値データファイル <i>nfenergy.data (F_ENERG)</i> | 319 |
| 11. | 誘電応答解析機能 UVSOR | 321 |
| 11.1 | はじめに..... | 321 |
| 11.1.1 | UVSOR とは..... | 321 |
| 11.1.2 | UVSOR の特徴と機能..... | 322 |
| 11.1.3 | 更新履歴..... | 323 |
| 11.1.4 | パッケージの構成..... | 324 |
| 11.2 | 計算手法..... | 325 |
| 11.2.1 | 電子系..... | 325 |
| 11.2.1.1 | 計算手法[1]..... | 325 |
| 11.2.1.2 | 遷移確率の計算..... | 325 |
| 11.2.1.3 | 電子系誘電率の計算..... | 326 |
| 11.2.1.4 | 光学スペクトルの計算法..... | 327 |
| 11.2.1.5 | 第一原理法による計算法..... | 327 |
| 11.2.1.6 | Read and Needs 法..... | 327 |
| 11.2.1.7 | Kageshima and Siraishi 法..... | 329 |
| 11.2.1.8 | 電子系誘電率..... | 329 |
| 11.2.1.9 | 非線形光学感受率..... | 329 |
| 11.2.1.10 | 有効質量..... | 332 |
| 11.2.2 | 格子系..... | 333 |
| 11.2.2.1 | 概要..... | 333 |
| 11.2.2.2 | 格子誘電率..... | 333 |
| 11.2.2.3 | ベリー位相分極[16, 17, 18]..... | 334 |
| 11.2.2.4 | ボルン有効電荷..... | 336 |
| 11.2.2.5 | 格子振動解析..... | 336 |
| 11.2.2.6 | 圧電応答..... | 337 |
| 11.2.2.7 | 圧電応答のベリー位相理論[22]..... | 337 |
| 11.2.2.8 | 圧電定数の計算方法..... | 338 |
| 11.3 | UVSOR-EPSILON..... | 340 |
| 11.3.1 | ファイルの設定..... | 340 |
| 11.3.2 | 入力データの設定..... | 340 |
| 11.3.2.1 | Control ブロック..... | 340 |
| 11.3.2.2 | accuracy ブロック..... | 340 |
| 11.3.2.3 | epsilon ブロック..... | 341 |
| 11.3.2.4 | sw_epsilon..... | 342 |
| 11.3.2.5 | crystal_type..... | 342 |
| 11.3.2.6 | fermi_energy..... | 342 |
| 11.3.2.7 | photon..... | 342 |
| 11.3.2.8 | transition_moment..... | 343 |
| 11.3.2.9 | mass..... | 343 |
| 11.3.2.10 | BZ_integration..... | 344 |
| 11.3.2.11 | band_gap_correction..... | 344 |
| 11.3.2.12 | drude_term..... | 344 |
| 11.3.2.13 | nonlinear_optics..... | 345 |
| 11.3.2.14 | ipriepsilon..... | 346 |

| | | |
|---------------|---|------------|
| 11.3.3 | 計算の実行 | 346 |
| 11.3.3.1 | 電荷密度の計算..... | 346 |
| 11.3.3.2 | 誘電関数の計算..... | 346 |
| 11.3.3.3 | 有効質量の計算..... | 346 |
| 11.3.3.4 | 非線形光学感受率の計算..... | 347 |
| 11.3.4 | 計算結果の解析 | 347 |
| 11.3.4.1 | 遷移モーメントの計算状況..... | 347 |
| 11.3.4.2 | 電子状態..... | 348 |
| 11.3.4.3 | 振動子強度の総和則[20]..... | 348 |
| 11.3.4.4 | 誘電関数の計算結果..... | 349 |
| 11.3.4.5 | 有効質量の計算結果..... | 349 |
| 11.3.4.6 | SHG 非線形光学感受率の計算結果..... | 350 |
| 11.3.4.7 | THG 非線形光学感受率の計算結果..... | 351 |
| 11.3.5 | 計算例：Si₂-電子誘電関数計算 | 353 |
| 11.3.5.1 | 電子密度の計算..... | 353 |
| 11.3.5.2 | 誘電関数の計算..... | 353 |
| 11.3.5.3 | 誘電関数の計算 1..... | 355 |
| 11.3.5.4 | バンド数の設定法..... | 356 |
| 11.3.5.5 | 誘電関数の計算 2..... | 356 |
| 11.4 | UVSOR-BERRY-PHONON | 358 |
| 11.4.1 | 入出力の説明 | 358 |
| 11.4.1.1 | 入力出力ファイル..... | 358 |
| 11.4.1.2 | 入力ファイル"F_INP"..... | 358 |
| 11.4.1.3 | 入力および出力ファイル"F_BERRY"..... | 361 |
| 11.4.1.4 | 入力ファイル"F_EFFCHG"..... | 361 |
| 11.4.1.5 | 入力および出力ファイル"F_FORCE"..... | 361 |
| 11.4.1.6 | 出力ファイル"F_MODE"..... | 361 |
| 11.4.1.7 | 出力ファイル"F_EPSILON"..... | 362 |
| 11.4.1.8 | ボルン有効電荷の出力..... | 363 |
| 11.4.1.9 | 入力ファイル"F_STRFRC"..... | 364 |
| 11.4.2 | 計算例：水晶(α-quartz)の格子誘電率計算 | 364 |
| 11.4.2.1 | 計算手順..... | 364 |
| 11.4.2.2 | ベリー一位相計算..... | 364 |
| 11.4.2.3 | ベリー一位相計算の出力..... | 370 |
| 11.4.2.4 | 格子振動解析..... | 370 |
| 11.4.2.5 | ボルン有効電荷の出力..... | 373 |
| 11.4.2.6 | 格子振動解析と誘電率の出力..... | 375 |
| 11.4.3 | 計算例：AlNの圧電定数の計算 | 376 |
| 11.4.3.1 | 計算手順..... | 376 |
| 11.4.3.2 | ベリー一位相計算..... | 376 |
| 11.4.3.3 | 格子振動解析..... | 377 |
| 11.4.3.4 | 圧電定数のイオン固定項の計算..... | 377 |
| 11.4.3.5 | 圧電定数の内部ひずみ項の計算..... | 379 |
| 11.4.4 | 計算例：GaAs-格子誘電率計算 | 380 |
| 11.4.4.1 | ベリー一位相計算..... | 380 |
| 11.4.4.2 | 振動解析および格子誘電率計算..... | 381 |
| 11.5 | UVSOR-BERRY-PHONON (改良版) | 383 |
| 11.5.1 | 概要 | 383 |
| 11.5.2 | 使用方法 | 383 |
| 11.5.2.1 | 準備..... | 383 |

| | |
|--|-----|
| 11.5.2.2 コントロールファイルの記述..... | 386 |
| 11.5.2.3 スクリプトの実行..... | 388 |
| 11.5.2.4 計算のストップリスタート..... | 388 |
| 11.5.2.5 注意点..... | 389 |
| 11.5.3 計算例題: AIN の格子誘電率, 圧電定数..... | 390 |
| 11.5.3.1 AIN の格子誘電率..... | 390 |
| 11.5.3.2 AIN の圧電定数のイオン固定項..... | 392 |
| 11.5.3.3 AIN の圧電定数の内部ひずみ項..... | 393 |
| 11.6 線形応答時間依存密度汎関数法 (LR-TDDFT)..... | 396 |
| 11.6.1 機能の概要..... | 396 |
| 11.6.1.1 はじめに..... | 396 |
| 11.6.1.2 固体への適用..... | 396 |
| 11.6.1.3 孤立系への適用..... | 396 |
| 11.6.2 入力ファイルの記述..... | 397 |
| 11.6.2.1 control ブロック..... | 397 |
| 11.6.2.2 accuracy ブロック..... | 398 |
| 11.6.2.3 structure ブロック..... | 398 |
| 11.6.2.4 spectrum ブロック..... | 398 |
| 11.6.3 計算の実行方法..... | 400 |
| 11.6.4 出力ファイル..... | 400 |
| 11.6.5 例題..... | 400 |
| 11.6.5.1 Si 結晶の誘電スペクトル..... | 401 |
| 11.6.5.2 C ₆ H ₆ 分子の光吸収断面積..... | 401 |
| 11.6.6 使用上の注意点..... | 402 |
| 11.7 付録..... | 403 |
| 11.7.1 <i>eps_file</i> | 403 |
| 11.7.2 <i>nlo_file</i> | 403 |
| 11.8 参考文献..... | 404 |

1. はじめに

1.1 PHASE システムの概要

PHASE システムは、電子状態計算プログラム（第一原理分子動力学法計算プログラム）PHASE/0、量子伝導特性計算プログラム ASCOT、原子全電子計算・擬ポテンシャル作成プログラム CIAO などのナノシミュレーションのプログラム・パッケージ群から構成されるシステムです。

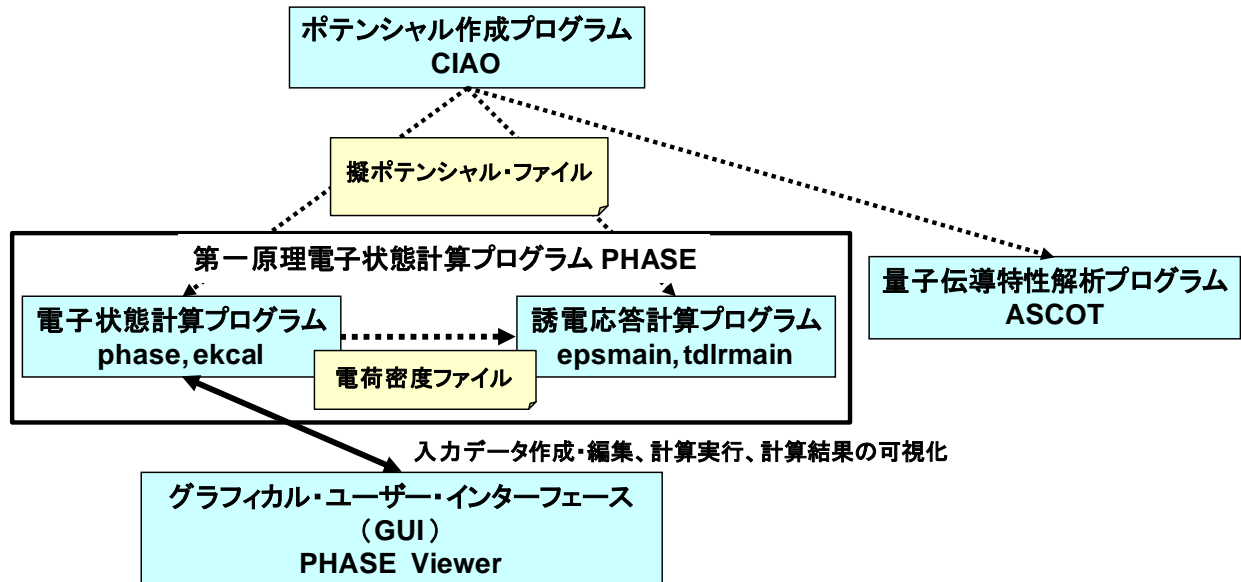


図 1.1 PHASE システムの主要なプログラム・パッケージ

表 1.1 PHASE システムの主要なプログラム・パッケージ

| プログラム・パッケージ | プログラム | 概要 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| PHASE/0 (第一原理電子状態計算プログラム) | phase, ekcal (旧 PHASE パッケージ) | 密度汎関数理論に基づく擬ポテンシャル法による平面波基底の第一原理電子状態計算プログラムです。これらを使って、全エネルギー、電荷密度分布、電子の状態密度、バンド構造、安定な原子構造などの計算ができます。 |
| | epsmain, tdlrmain (旧 UVSOR パッケージ) | Phase の計算結果を用いて、固体誘電体の誘電率を計算するプログラムです。これらのプログラムは、材料の電子系及び格子系の誘電率を計算できます。ゲート絶縁膜材料の誘電率をほぼ定量的に計算することができます。格子誘電率が大きい high-k 材料誘電率の予測及び解析に有効です。 |
| CIAO (原子全電子計算・擬ポテンシャル作成プログラム) | ciao | CIAO は、密度汎関数理論に基づき、原子の全電子状態を第一原理計算し、得られた全電子ポテンシャルから擬ポテンシャルを計算するプログラムです。 |
| ASCOT (量子伝導特性計算プログラム) | ascot | ASCOT は、非平衡グリーン関数法を用いて、電子状態および量子伝導特性を計算するプログラムです。 |
| PHASE Viewer (GUI) | phase-viewer | PHASE の入力データ作成・編集、計算実行、計算結果の可視化を行うグラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI) です。 |

本マニュアルは、電子状態計算プログラム（第一原理分子動力学法計算プログラム）PHASE/0 と関連するツール群を対象としています。

1.2 PHASE とは？

1.2.1 PHASE の主な特徴、機能（PHASE で何が計算できるか？）

PHASE は、密度汎関数法、第一原理擬ポテンシャル法に基づく電子状態計算プログラムです。実験結果にフィッティングするパラメーターがないため、未知の物質に対する物性予測を（近似の範囲内で）精度良く計算することが出来ます。計算された電子状態（波動関数）を用いて様々な物理量の解析が可能です。原子配置に関しては、構造最適化、分子動力学法計算、化学反応経路解析など様々な解析が可能です。PHASE の主な機能を以下の表にまとめます。

| | |
|------------------------|---|
| 主な機能 | 得られる物理量など (現象・挙動、物性など) |
| 電子状態計算 | 状態密度分布 (DOS) バンド構造 電荷密度分布 |
| エネルギー、力計算 | エネルギー、原子に働く力 格子定数、弾性パラメーター 応力テンソル |
| 構造最適化 (緩和) 分子動力学法計算 | 安定な原子配置 原子の運動 |
| 振動解析 | 振動数・振動モード |
| 陽電子寿命解析 | 陽電子寿命 |
| STM 像解析 | STM 像 |
| 化学反応解析 | 化学反応経路、エネルギー障壁 |

PHASE の主な特徴を以下にまとめます。

| | |
|------------------|---|
| 計算手法 | |
| 第一原理計算 | 実験によるパラメータフィットがないため、未知の物質や実験の困難な系に対する物性予測が可能 ハイブリッド汎関数などの高精度な電子状態計算手法を利用することも可能 |
| 密度汎関数法 | 物性分野での解析に広く使用されている LDA 法や GGA 法などの密度汎関数法による信頼性の高い計算が可能 |
| 擬ポテンシャル | イオンコアの影響を擬ポテンシャルによって取り扱うことにより、高精度な解析計算が可能 |
| 計算機能 | |
| 物性解析機能 構造解析機能 | 多様な物性解析機能を利用することにより、様々な実験との比較が可能 構造最適化、分子動力学法による時間発展、反応経路解析などの原子配置に関する解析が可能 |
| 大規模計算 | MPI, OpenMP を利用した並列計算により、数十万コア以上の超大規模並列計算まで対応 |
| ユーザーフレンドリ | |
| 入力データ | 入力ファイルをタグ形式にして、初めて使用するユーザーでも、入力パラメータの物理的意味が理解し易いように構成。 様々な設定が可能であると同時に、ほとんどのパラメータに既定値が設定されているため、非常にシンプルな設定でも計算することが可能。 |
| ツール | バンド構造、状態密度、電荷密度分布などの計算結果をグラフ化するツールなど、結果の解析に便利なツールが付属 |
| 動作環境 | 個人ユースのパソコン (WindowsPC) から最先端のスパコンまで |
| ユーザインターフェース | GUI (PHASE-Viewer) による操作が可能 |

1.2.2 PHASE/0 のプログラム構成

プログラムパッケージ PHASE/0 には、以下のプログラム、ツールなどが含まれています。

| プログラムパッケージ PHASE/0 | | 概要 |
|--------------------|----------------|--|
| プログラム | phase | SCF 計算、分子動力学法計算を行います。また収束した電荷密度分布から状態密度やバンド分散を計算することができます。 |
| | ekcal | 状態密度計算、バンド計算において k 点の個数が多い場合に使う補助プログラムとして ekcal があります。これらの処理を簡便に行うための補助スクリプトファイルがいくつか用意されています。 |
| | epsmain | Phase の計算結果に基づき、電子系誘電関数を計算します。 |
| | tdlrmain | Phase の計算結果に基づき、線形応答時間依存密度汎関数法 (LR-TDDFT) により誘電関数を計算します。 |
| ツール | band_kpoint.pl | バンド計算用の k 点のリストを生成する Perl スクリプト |
| | dos.pl | 状態密度のグラフ (EPS 画像) を作成する Perl スクリプト |
| | band.pl | バンド構造のグラフ (EPS 画像) を作成する Perl スクリプト |

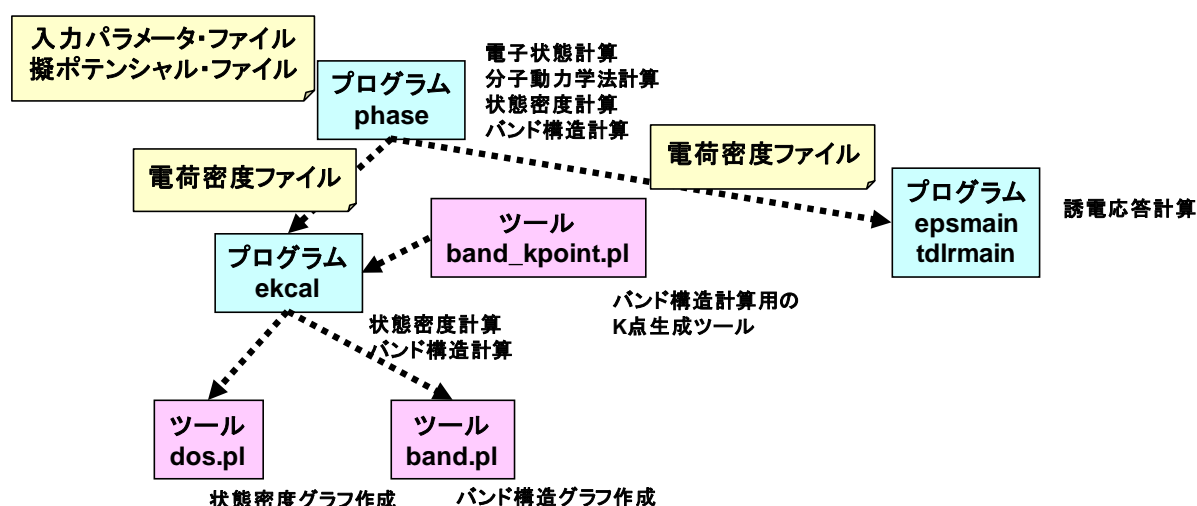


図 1.2 PHASE/0 のプログラム構成

1.2.3 利用可能な動作環境 (計算機環境要件)

PHASE/0 プログラムは fortran90 と C で記述されています。これらのコンパイラが使える計算機システムが必要です。大学の計算機センターなどの一般利用可能なシステムでは通常使用することが可能です。並列計算をする場合には MPI ライブラリがインストールされている必要があります。

必要 (利用可能) なソフトウェア、ライブラリ

- Fortran90 コンパイラ、C コンパイラ (必須)
- MPI ライブラリ (並列計算に必須)
- 行列演算ライブラリ LAPACK, BLAS (オプション)
- FFT ライブラリ FFTW (オプション)
- Perl (オプション)・・・PHASE ツールで必要
- Gnuplot (オプション)・・・PHASE ツールで必要

PHASE/0 が手軽に利用出来るように、Windows 用の実行ファイルも配布しています。但し、非並列版のため、規模の大きな計算には難があります (実行出来ない、時間が膨大にかかる、など)。

本マニュアルで記述する操作についてはLinux (Unix) を使用しているものとしています。お使いのシステムが異なる場合には、適宜読み替えてください。

1.2.4 PHASE/0 の機能 (2D 並列版と 3D 並列版の比較)

PHASE には、2D 並列版と 3D 並列版の 2 つの並列版プログラムがあります。

| | 並列化手法 | ソースプログラム |
|--------|--------------------------------|--------------|
| 2D 並列版 | k 点並列 + エネルギー (バンド) 並列 | src_phase |
| 3D 並列版 | k 点並列 + エネルギー (バンド) 並列 + G 点並列 | src_phase_3d |

| 機能 | 2D 並列版 | 3D 並列版 |
|---------------|--------|--------|
| 構造最適化 | ✓ | ✓ |
| 単位胞最適化 | ✓ | |
| 状態密度 | ✓ | ✓ |
| 局所状態密度 | ✓ | ✓ |
| 射影状態密度 | ✓ | |
| 電荷密度出力 | ✓ | ✓ |
| 部分電荷密度出力 | ✓ | ✓ |
| 最大局在化ワニア関数 | ✓ | |
| バンド構造 | ✓ | ✓ |
| 実空間法 | ✓ | ✓ |
| ストレステンソル | ✓ | |
| 仕事関数 | ✓ | ✓ |
| XPS 解析 | ✓ | ✓ |
| 振動解析, フォノンバンド | ✓ | ✓ |
| 分子動力学 | ✓ | ✓ |
| DFT+U 法 | ✓ | ✓ |
| ハイブリッド汎関数法 | ✓ | ✓ |
| ESM 法 | ✓ | ✓ |
| DFT-D2 法 | ✓ | ✓ |
| 電荷密度予測 | ✓ | ✓ |
| 波動関数予測 | ✓ | ✓ |
| NEB 法 | ✓ | ✓ |
| blue moon 法 | ✓ | ✓ |
| メタダイナミクス法 | ✓ | ✓ |
| RTP-TDDFT | ✓ | ✓ |
| LR-TDDFT | ✓ | |
| ノンコリニア磁性 | ✓ | |
| スピン軌道相互作用 | ✓ | |
| 陽電子寿命解析 | ✓ | |
| PAW 法 | ✓ | ✓ |
| 電子系誘電関数 | ✓ | ✓ |
| ボルン有効電荷 | ✓ | |
| 格子系誘電関数 | ✓ | |
| 圧電定数 | ✓ | |

1.3 マニュアルの構成

マニュアルは、以下のような章構成になっています。

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| 1章 | はじめに | PHASE システム、プログラムパッケージ PHASE/O の概要について説明しています。 |
| 2章 | PHASE/O の基本的な利用方法 | PHASE/O の計算手順などの最も基本的な利用方法を説明しています。PHASE/O の計算の流れが概観できます。 |
| 3章 | 入力パラメータファイル：NFINP.DATA (詳細版) | 入力パラメータファイルのリファレンスマニュアルとして使用できます。多くのパラメータについては知らなくても PHASE/O は利用可能です。高度な利用をする際などに参照すると良いと思われれます。 |
| 4章 | 基本機能を利用した計算例 | PHASE/O の基本的な機能を利用した計算例を幾つか示しています。チュートリアルとして使用できます。ここを読みながら 3 章の必要な項目を参照すると良いかも知れません。 |
| 5章 | 応用機能 | 応用機能を説明しています。各機能を利用する際に有用です。 |
| 6章 | PAW 法による計算 | PHASE/O では PAW 法を使用することが出来ます。PAW 法の利用方法、適用範囲について説明します。 |
| 7章 | 計算精度など補足事項 | 上記の章を補足する様々な項目があります。必要に応じて参照ください。 |
| 8章 | PHASE/O のインストール | バイナリプログラムを作る (コンパイルする) 方法を説明しています。 |
| 9章 | PHASE/O プログラム、ツールの実行方法 | PHASE/O のバイナリプログラムやツールの使い方を説明します。 |
| 10章 | 入出力ファイル | PHASE/O の入出力ファイルについて説明します。 |
| 11章 | 誘電応答解析機能 UVSOR | 誘電応答解析を行う方法を説明します。 |

初めて本マニュアルを読む方は、2 章に続けて 4 章を読むことを推奨します。4 章を読む際に出てきた入力パラメータについては 3 章を参照してください。その後、5 章以降については必要に応じて読むことを推奨します。

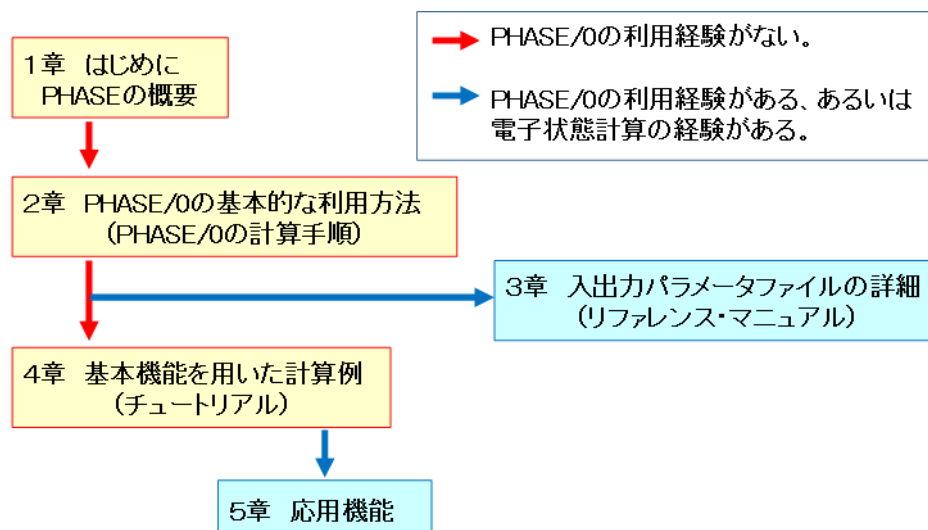


図 1 3 マニュアルを読む順番

1.4 PHASE の更新履歴

| | |
|---------------------------|--|
| バージョン 8.00 2009/06 公開 | <ul style="list-style-type: none"> ・拘束条件付きの動力学を追跡する機能が追加されました。 ・DFT+U 法による構造最適化/分子動力学シミュレーションに対応しました。 |
| バージョン 8.01 2010/03 公開 | <ul style="list-style-type: none"> ・BLAS を利用した高速化に対応しました。 |
| バージョン 9.00 2010/06 公開 | <ul style="list-style-type: none"> ・キャッシュチューニング、BLAS 化をさらに進め、高速化を行いました。 ・ファンデルワールス相互作用を考慮することができるようになりました。 ・自由エネルギー計算が行えるようになりました。 ・DFT+U 法を利用して、バンド構造の計算ができるようになりました。 ・ハイブリッド汎関数が利用できるようになりました。 |
| バージョン 10.00 2011/06 公開 | <ul style="list-style-type: none"> ・電子状態計算の収束性が向上しました。 ・PAW 法に対応しました。 ・メタダイナミクスに対応しました。 ・van der Waals 密度汎関数のセルフコンシステントな実装を行いました。 ・構造最適化に BFGS 法が利用できるようになりました。 ・PHASE TOOLS に新たなスクリプトを加えました。 ・擬ポテンシャルの読み込みに関する不具合を修正しました。 <p><u>この修正によって、従来のバージョンと全エネルギーの絶対値は一致しなくなります。</u></p> |
| バージョン 10.01 2011/08 公開 | <ul style="list-style-type: none"> ・スピンを考慮している系の収束性が向上しました。 ・GGA に関する不具合を修正しました。 <p><u>この修正によって、従来のバージョンと全エネルギーの絶対値は一致しなくなります。</u></p> |
| バージョン 11.00 2012/06 公開 | <ul style="list-style-type: none"> ・新しい波動関数ソルバーを導入しました。 ・ハイブリッド汎関数の計算機能を改良しました。 ウルトラソフト擬ポテンシャル対応、k 点を間引いた計算対応など ・構造最適化機能の GDIIS、BFGS 法の継続計算に対応しました。 ・ウルトラソフト擬ポテンシャルを用いた局所状態密度計算を高速化しました。 ・構造最適化、分子動力学法計算の計算中における状態密度、電荷密度の出力に対応しました。 ・多くの不具合を修正しました。 ・3 軸並列 (G 点並列) 版を公開しました。 |

| | |
|--|--|
| <p>PHASE/0 2014.01 2014/04 公開</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・波動関数ソルバー、電荷密度混合法の自動設定機能を追加しました。 ・構造更新時の波動関数、電荷密度の予測機能を追加しました。 ・時間依存型密度汎関数法計算を追加しました。 ・有効遮蔽体 (ESM) 法等の計算機能のインターフェースを追加しました。 ・ユニットセル最適化機能等を追加しました。 ・仕事関数の計算機能を追加しました。 ・波動関数ソルバー (修正 Davidson 法等) を改良 (高速化) しました。 ・ハイブリッド汎関数の計算機能を改良 (高速化) しました。 ・ファンデルワールス相互作用の計算機能を改良 (高速化) しました。 ・ノンコリニア系の計算、スピン軌道相互作用計算機能を追加しました。 ・原子配置のチェック機能を追加しました。 ・構造最適化機能に CG 法の改良版を追加しました。 ・フォノン計算機能を改良しました。 ・非局所ポテンシャルや欠損電荷の演算を実空間で行うことができるようにしました。 ・誘電応答解析プログラム UVSOR を統合しました。 ・3 軸並列 (G 点並列) 版の機能を拡充しました。 ・不具合を修正しました。 |
| <p>PHASE/0 2014.02 2014/07 公開</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・ESM 法を 3 軸並列 (G 点並列) 版に実装しました。 ・ハイブリッド汎関数の使用方法を改善しました。 ・ハイブリッド汎関数の計算機能を改良しました。ハイブリッド汎関数の計算において、波動関数ソルバー p davidson 法と pkosugi を使用可能にしました。 ・不具合を修正しました。 ・マニュアルを改訂しました。 |
| <p>PHASE/0 2014.03 2014/12 公開</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・ハイブリッド汎関数計算機能を高速化・省メモリー化しました。(2 軸並列版)。 ・vdW-DF 計算機能を高速化しました。(2 軸並列版)。 ・非局所ポテンシャルの実空間積分機能を 3 軸並列 (G 点並列) 版に実装しました。 ・波動関数予測機能を 3 軸並列 (G 点並列) 版に実装しました。 |
| <p>PHASE/0 2014.03.01 2015/06 公開</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・不具合を修正しました。 <ul style="list-style-type: none"> ・スピンを考慮している計算で vdW-DF 法が異常終了する問題 ・Climing Image (CI) NEB 法における問題 ・NEB 法の収束性に関する問題 ・k 点生成時にアロケートした配列への領域外参照が発生する問題 ・3 軸並列版において、交換相関エネルギーに revPBE を指定できない問題 ・3 軸並列版において、MPI プロセス間の全エネルギー計算値の非常に僅かな差がデッドロックを引き起こすことがある問題 などに対応しました。 |
| <p>PHASE/0 2015.01 2015/10 公開</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・ELNES / XANES 解析機能を実装しました。 ・バンド構造を群論に基づいて簡約化するプログラム band_symm を追加しました。 ・計算事例を追加しました。(スピン軌道相互作用をとりいれたバンド構造計算および XANES 解析計算) ・PAW 法の不具合を修正しました。この修正によって、系によっては以前よりも収束性が向上しました (sw_PAW=on で DFT+U あるいは GGA+U 法を使っている場合、以前の版ではこの版よりも全エネルギーが高くなる場合があります)。 |
| <p>PHASE/0 2015.01.01 2016/07 公開</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・不具合を修正しました。 <ul style="list-style-type: none"> ・Hybrid 汎関数に関連する問題 ・vdWDF に関連する問題 ・ESM に関連する問題 ・デフォルト設定の変更 などに対応しました。 |

2. PHASE/0 の基本的な利用方法

ここでは、PHASE/0 の基本的な利用方法を説明します。計算の手順を優先的に説明するために、詳細な説明は省いています。詳細な説明が必要な部分については3章以降を参照してください。

この章以降については PHASE/0 をインストールしていることを前提とします。PHASE/0 のインストールについては第8章を参考にしてください。

2.1 PHASE/0 の計算手順の概要

PHASE/0 に含まれるプログラム phase で計算を実行するための大まかな手順は以下のようになっています。

- ① 入力データの準備
- ② 計算の実行
- ③ 計算結果の確認
- ④ 計算結果の解析、可視化

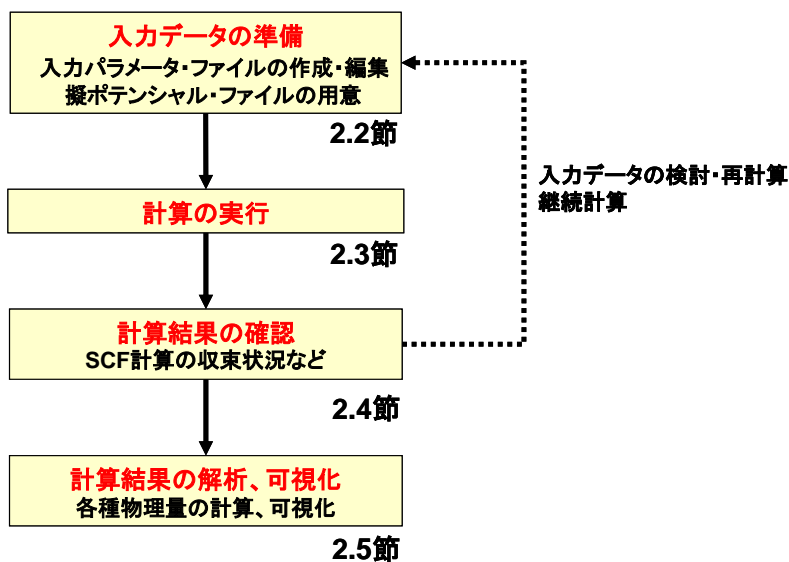


図 2.1 PHASE を用いた電子状態計算の手順の概要

プログラム ekcal による計算は、phase で SCF 計算を収束させ電荷密度分布ファイルを出力したのちに行います。

2.2 入力データの準備

2.2.1 計算に最低限必要なファイル

PHASE 計算を実行するために最低限必要なファイルは、入力パラメータ・ファイルと擬ポテンシャル・ファイルの2つです。これらのファイルを用意して実行ディレクトリに置いてください。

ファイル名を変更したい場合やファイルを実行ディレクトリ以外に置きたい場合は、入出力ファイル設定ファイル `file_names.data` も用意してください。

入力データ

| ファイル | 概要 |
|-------------|--|
| 入力パラメータファイル | <p>「どのようなモデル（原子配置など）に対して、どのような計算を行うか」を指定するファイルです。</p> <p>デフォルトのファイル名は“<code>nfinp.data</code>”です。</p> <p>既定値を多用したシンプルな入力については第 2.2.2 節で解説します。高度な利用が可能となる詳細な解説については第 3 章を参照ください。また、具体的な利用例については第 4 章、応用機能については第 5 章を参照ください。</p> |
| 擬ポテンシャルファイル | <p>各元素の擬ポテンシャルのファイルです。詳細については 2.2.3 節で解説します。</p> <p>利用する元素に応じてあらかじめ用意（ダウンロードまたは作成）しておく必要があります。デフォルトのファイル名は <code>pot.01</code>, <code>pot.02</code>... です。ダウンロードしたファイルを使用する際にはファイル名を変更してください。デフォルトファイル名を使用しない場合には <code>file_names.data</code> ファイルでファイル名を設定してください。</p> <p>最大で 16 種まで設定可能です。</p> |

入出力ファイル設定ファイル

| | |
|------------------------------|--|
| <code>file_names.data</code> | <p>ファイル名の指定に利用するファイルです。無くても PHASE を使用することは可能です。その場合は全てのファイル名が既定値となります。</p> <p>このファイルを使用することにより、i)ファイル名、ii)ファイルの置き場所をユーザーが自由に設定することが可能となります。</p> <p>このファイルを使用する場合は、必ずこのファイル名で（変更不可）、実行ディレクトリに置く必要があります。詳細については 2.2.4 節で解説します。</p> |
|------------------------------|--|

2.2.2 入力パラメータファイル : nfinp.data (簡略版)

入力パラメータファイル (nfinp.data) は、計算系 (原子構造) や計算手法・計算条件の計算パラメータの設定を行います。入力パラメータファイルの詳細については、3 章を参照ください。多くのパラメータにはデフォルト値が設定されていますので、それらを利用することによりユーザーが最低限指定しなければいけない部分は非常に少なくできます。ここではほぼ最小限の入力パラメータファイルについて説明します。

2.2.2.1 入力パラメータファイル例

入力パラメータファイルは、タグ (キーワード) と中括弧 {} で囲まれたブロックの階層構造となっています。計算パラメータについては、ブロック内でキーワードと値で指定します。

Si ダイヤモンド結晶 (2 原子) の電子状態計算を行う場合の基本的な計算条件を記述した入力ファイル例です。

```
control{
  condition = initial
  cpumax = 86400 sec
  max_iteration = 10000
}

accuracy{
  cutoff_wf = 25.0 rydberg
  cutoff_cd = 100.0 rydberg
  num_bands = 8
  ksampling{
    method = monk
    mesh{
      nx = 10
      ny = 10
      nz = 10
    }
  }
  initial_wavefunctions = atomic_orbitals
  initial_charge_density = atomic_charge_density
  scf_convergence{
    delta_total_energy = 1e-10
    succession = 3
  }
  force_convergence{
    max_force = 0.001 hartree/bohr
  }
}

structure{
  element_list{
    #tag    element    atomicnumber
      Si     14
  }
  unit_cell{
    #units angstrom
    a_vector = 0 2.732299538 2.732299538
    b_vector = 2.732299538 0 2.732299538
    c_vector = 2.732299538 2.732299538 0
  }
  unit_cell_type = bravais
  atom_list{
    atoms{
```

```

    #tag   element   rx   ry   rz   mobile
          Si    0.125 0.125 0.125   0
          Si   -0.125 -0.125 -0.125   0
  }
  coordinate_system = internal
}
}

wavefunction_solver{
  solvers{
    #tag   sol   till_n   prec   cmix   submat
    pdavidson 1   on   1   on
    rmm3      -1   on   1   on
  }
  rmm{
    edelta_change_to_rmm=5e-5
  }
}

charge_mixing{
  mixing_methods{
    #tag no   method   rmxs   rmxe   istr   prec   nbmix
    1   pulay   0.40   0.40   3     on    15
  }
}

Postprocessing{
  dos{
    sw_dos = ON
    deltaE = 1.e-4 hartree
  }
  charge{
    sw_charge_rspace = ON
    filetype = cube !{cube|density_only}
    title = "This is a title line for the bulk Si"
  }
}
}

```

最上位のブロックは、以下のものがあります。

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| control ブロック | 全体的な計算条件の設定 |
| accuracy ブロック | 計算精度の設定 |
| structure ブロック | 原子構造の設定 |
| wavefunction_solver ブロック | 波動関数ソルバーの設定 |
| charge_mixing ブロック | 電荷密度混合法の設定 |
| structure_evolution ブロック | 構造最適化、分子動力学法計算の設定 |
| postproccesing ブロック | 後処理の設定 |
| printlevel ブロック | ログ出力の設定 |

以下の節で、各ブロックの入力パラメータを簡単に説明します。

2.2.2.2 Control ブロック

control ブロックでは、計算全体の制御に関するパラメータを指定します。

```
control{
  condition = initial
  cpumax = 86400 sec
  max_iteration = 10000
}
```

condition 最初の計算、継続（リスタート）計算、電荷を固定した計算などの計算モードを指定します。**initial** は最初の計算、**continuation** は継続計算になります。

cpumax 計算時間（計算を打ち切る時間）を指定します。

max_iteration SCF 計算を打ち切るイタレーション数を指定します。

2.2.2.3 Accuracy ブロック

accuracy ブロックでは、計算精度に関するパラメータを指定します。

```
accuracy{
  cutoff_wf = 25.0 rydberg
  cutoff_cd = 100.0 rydberg
  num_bands = 8
  ksampling{
    method = monk
    mesh{
      nx = 10
      ny = 10
      nz = 10
    }
  }
  initial_wavefunctions = atomic_orbitals
  initial_charge_density = atomic_charge_density
  scf_convergence{
    delta_total_energy = 1e-10
    succession = 3
  }
  force_convergence{
    max_force = 0.001 hartree/bohr
  }
}
```

cutoff_wf 波動関数のカットオフエネルギーを指定します。

cutoff_cd 電荷密度のカットオフエネルギーを指定します。

num_bands 計算するバンド数を指定します。

ksampling ブロック **k** 点サンプリングを指定します。

method **k** 点サンプリングの方法を指定します。**monk** は Monkhorst-Pack 法[1]によるサンプリングです。

mesh 逆空間の分割数を指定します。

initial_wavefunctions 波動関数の初期値の計算方法を指定します。**atomic_charge_density** は、擬ポテンシャルファイルの原子の電荷密度から初期値を計算します。

| | |
|-------------------------------------|--|
| <code>scf_convergence</code> ブロック | エネルギーによる SCF 計算の収束判定条件を指定します。 |
| <code>delta_total_energy</code> | エネルギーの変化量の閾値を指定します。エネルギーの変化量が、この閾値より小さい場合、SCF 計算は収束したと判定します。 |
| <code>force_convergence</code> ブロック | 原子に働く力による SCF 計算の収束判定条件を指定します。 |
| <code>max_force</code> | 原子に働く力の最大値の閾値を指定します。原子に働く力の最大値が、この閾値より小さい場合、SCF 計算は収束したと判定します。 |

2.2.2.4 Structure ブロック

`structure` ブロックでは、原子構造を指定します。

```

structure{
  element_list{
    #tag   element   atomicnumber
        Si    14
  }
  unit_cell{
    #units angstrom
    a_vector = 0 2.732299538 2.732299538
    b_vector = 2.732299538 0 2.732299538
    c_vector = 2.732299538 2.732299538 0
  }
  unit_cell_type = bravais
  atom_list{
    atoms{
      #tag   element   rx   ry   rz   mobile
          Si    0.125  0.125  0.125   0
          Si   -0.125 -0.125 -0.125   0
    }
    coordinate_system = internal
  }
}

```

| | |
|--------------------------------|--|
| <code>element_list</code> ブロック | 計算する系の元素のリストを指定します。 この例では、元素は Si (シリコン)、その原子番号が"14"であることを意味しています。 |
| <code>unit_cell</code> ブロック | ユニットセルのサイズ、形状を指定します。 <code>#units angstrom</code> は、単位がオングストロームを意味します。 <code>a_vector</code> 、 <code>b_vector</code> 、 <code>c_vector</code> は、格子ベクトルを指定します。 |
| <code>atom_list</code> ブロック | 元素と座標を指定します。 この例では、Si 原子が 2 個あり、その内部座標が 0.125, 0.125, 0.125 としています。 |
| <code>coordinate_system</code> | 原子座標系を指定します。 <code>internal</code> は、ユニットセルを基準とした内部座標系であることを意味しています。 |

2.2.2.5 Wavefunction_solver ブロック

`wavefunction_solver` ブロックでは、波動関数の更新方法に関するパラメータを指定します。

```

wavefunction_solver{
  solvers{

```

```

#tag sol till_n prec cmix submat
pdavidson 1 on 1 on
rmm3 -1 on 1 on
}
rmm{
edelta_change_to_rmm=5e-5
}
}

```

solvers ブロック 波動関数ソルバーを指定します。
この例では、最初の波動関数ソルバーは **pdavidson** 法、2 番目の波動関数ソルバーは **RMM** 法としています。

rmm ブロック

edelta_change_to_rmm 波動関数ソルバーを **RMM** 法に変更する閾値を指定します。ここで指定する値よりもエネルギーの変化量が小さくなると **RMM** 法に移行します。

2.2.2.6 Charge_mixing ブロック

charge_mixing ブロックでは、電荷密度の更新方法（混合方法）に関するパラメータを指定します。

```

charge_mixing{
  mixing_methods{
    #tag no method rmxs rmxe istr prec nbmix
    1 pulay 0.40 0.40 3 on 15
  }
}

```

mixing_methods ブロック 電荷密度の更新方法（混合方法）を指定します。この例では **pulay** 法[2]を指定しています。この他に **broyden2** 法[3]、**simple mixing** 法を指定することができます。

2.2.2.7 Postprocessing ブロック

Postprocessing ブロックでは、後処理に関するパラメータを指定します。

```

Postprocessing{
  dos{
    sw_dos = ON
    deltaE = 1.e-4 hartree
  }
  charge{
    sw_charge_rspace = ON
    filetype = cube
    title = "This is a title line for the bulk Si"
  }
}

```

dos ブロック 状態密度の計算パラメータを指定します。

sw_dos **ON** で状態密度の計算を行います。

deltaE 状態密度のエネルギー間隔を指定します。

charge ブロック 電荷密度分布の出力パラメータを指定します。

sw_charge_rspace ON で出力用の電荷密度分布の計算を行います。
filetype 電荷密度分布のファイル形式を指定します。cube は Gaussian CUBE 系形式を指定して
 います。
title 出力の Gaussian CUBE 系形式のファイルにおけるタイトルを指定します。

2.2.2.8 入力パラメータファイルの最低限の設定項目

ここで紹介した例では設定項目がそれなりにありますが、大部分のパラメータは多くの計算で共通に使用できます。そのため、異なる系を計算する場合に、ユーザーがわざわざ変更する必要はありません。

ユーザーが必ず設定しなければならないのは、カットオフエネルギー、 k 点、原子構造に関する設定です。入力パラメータファイルの Accuracy ブロックにあるカットオフエネルギーの指定 cutoff_wf, cutoff_cd, k 点の指定 ksampling, Structure ブロックにある元素の指定 element_list, ユニットセルの指定 unit_cell, 原子座標の指定 atom_list の部分です。

先程の入力パラメータファイルの例において、ユーザーの設定部分を網掛けで示します。ユーザが計算したい系にあわせて、この部分を変更することにより、様々な系の計算をすることができます。ただし、最適な計算条件については、個々のパラメータを適切に設定する必要があります。

```
control{
  condition = initial
  cpumax = 86400 sec
  max_iteration = 10000
}

accuracy{
  cutoff_wf = 25.0 rydberg
  cutoff_cd = 100.0 rydberg
  num_bands = 8
  ksampling{
    method = monk
    mesh{
      nx = 10
      ny = 10
      nz = 10
    }
  }
  initial_wavefunctions = atomic_orbitals
  initial_charge_density = atomic_charge_density
  scf_convergence{
    delta_total_energy = 1e-10
    succession = 3
  }
  force_convergence{
    max_force = 0.001 hartree/bohr
  }
}

structure{
  element_list{
    #tag   element   atomicnumber
      Si   14
  }
  unit_cell{
    #units angstrom
```

```

a_vector = 0 2.732299538 2.732299538
b_vector = 2.732299538 0 2.732299538
c_vector = 2.732299538 2.732299538 0
}
unit_cell_type = bravais
atom_list{
  atoms{
    #tag    element    rx    ry    rz    mobile
    Si     0.125    0.125  0.125  0
    Si    -0.125   -0.125 -0.125  0
  }
  coordinate_system = internal
}
}

wavefunction_solver{
  solvers{
    #tag    sol    till_n    prec    cmix    submat
    davidson  1    on    1    on
    rmm3     -1    on    1    on
  }
  rmm{
    edelta_change_to_rmm=5e-5
  }
}

charge_mixing{
  mixing_methods{
    #tag    no    method    rmxs    rmxe    istr    prec    nbmix
    1    pulay    0.40    0.40    3    on    15
  }
}

Postprocessing{
  dos{
    sw_dos = ON
    deltaE = 1.e-4 hartree
  }
  charge{
    sw_charge_rspace = ON
    filetype = cube !{cube|density_only}
    title = "This is a title line for the bulk Si"
  }
}
}

```

ちなみに、上記の入力パラメータファイルに対し、最低限の設定項目のみを記述し、他の計算条件を省略（デフォルトを使用）した以下のような入力パラメータファイルでも、計算は可能です。上記の入力パラメータでは計算条件がデフォルトとは異なる部分があるため、上記と下記の入力パラメータファイルを用いた計算では、計算途中の状況が異なります。

```

accuracy{
  cutoff_wf = 25.0 rydberg
  cutoff_cd = 100.0 rydberg
  ksampling{
    mesh{
      nx = 10
      ny = 10
      nz = 10
    }
  }
}

```

```

}
}
structure{
  element_list{
    #tag    element    atomicnumber
        Si     14
  }
  unit_cell{
    #units angstrom
    a_vector = 0 2.732299538 2.732299538
    b_vector = 2.732299538 0 2.732299538
    c_vector = 2.732299538 2.732299538 0
  }
  atom_list{
    atoms{
      #tag    element    rx    ry    rz    mobile
        Si     0.125  0.125  0.125    0
        Si    -0.125 -0.125 -0.125    0
    }
  }
}
}

```

2.2.3 擬ポテンシャルファイル

擬ポテンシャルファイルは、元素ごとに用意する必要があります。例えば、水 (H₂O) の計算をする場合には、H 原子と O 原子の擬ポテンシャルファイルが必要になります。擬ポテンシャルファイルはポータルサイト (<https://azuma.nims.go.jp/>) からダウンロードできます。自分でポテンシャルを作成する場合には、PHASE の関連プログラム CIAO で作成できます。CIAO については CIAO のマニュアルを参照してください。

2.2.3.1 擬ポテンシャルの種類 (内殻の取り扱い方法) : フローズンコア型と PAW 型

PHASE の擬ポテンシャルは大きく分けてフローズンコア型と PAW 型[4]の2種類があります。

| | |
|-----------------|--|
| フローズンコア (凍結核) 型 | 内殻電子と核をイオン芯として完全に凍結させた状態として扱い、価電子状態だけを取り扱います。これはさらにノルム保存擬ポテンシャル[5]とウルトラソフト擬ポテンシャル[6]に分類できます。 |
| PAW 型 | PAW (Projector Augmented Wave) 型のポテンシャル[4,7]では、内殻の電子密度を考慮した計算をします。 |

フローズンコア (凍結核) 型と PAW ポテンシャルを混在させて計算することはできませんので注意してください。

2.2.3.2 擬ポテンシャルファイルの入手方法

ポータルサイト (<https://azuma.nims.go.jp/>) から、周期表にある全ての元素の擬ポテンシャルファイルをダウンロードすることが可能です。

公開している擬ポテンシャルファイルは、以下の命名規則にしたがってファイル名が決められています。

| |
|--|
| 元素名_交換相関エネルギーの計算方法_ (PAW 型) 擬ポテンシャル型_識別用の数字.pp |
|--|

例えば Si_ggapbe_paw_nc_01.pp という擬ポテンシャルファイルは、シリコンに対応する、一般化密度勾配近似(GGA)法[8]によって交換相関エネルギーを計算する、PAW 型で、ノルム保存擬ポテンシャル[5] (nc は norm conserving (ノルム保存) の略) の、01 番 (一般に作成された順番で番号が付けられます) ということを表します。交換相関エネルギーの計算方法には一般化密度勾配近似法のほかに局所密度近似(LDA)法があり、ggapbe の部分が ldapw91[9]となります。擬ポテンシャル型がウルトラソフト型[6]の場合には nc の部分が us (ultrasoft の略) となります。

| | |
|----------------|---|
| 元素名 : | シリコン |
| 交換相関エネルギーの計算方法 | ggapbe 法 |
| 擬ポテンシャル型 : | PAW 型でノルム保存擬ポテンシャル (nc は norm conserving (ノルム保存) の略) |
| 識別用の番号 : | データの通し番号 |

2.2.3.3 擬ポテンシャルの指定方法

デフォルトの擬ポテンシャル・ファイル名は、入力パラメータファイルのタグ element_list で設定した元素順に pot.01, pot.02.... です。

file_name.data ファイルを用いた場合は、擬ポテンシャルのディレクトリ、ファイル名を指定できます。

2.2.4 入出力ファイル設定ファイル file_names.data

入出力ファイル設定ファイル `file_names.data` は入力パラメータファイルなどのファイル名を設定するために使用します。無くても PHASE を使用することは可能です。その場合は全てのファイルがデフォルトのファイル名になります。

このファイルを使用することにより、i)ファイル名、ii)ファイルの置き場所、をユーザーが自由に設定することが可能になります。「file_names.data」そのもののファイル名は、変更不可です。

このファイルを使用する場合は、必ずこのファイル名で実行ディレクトリに置く必要があります。

`file_names.data` のフォーマットは、以下のようになります。

```
&fnames
ファイル名キーワード = 'ファイル名 (ファイルへのパス) '
...
...
/
```

最後に、“/” が必要な点に注意してください。例えば、以下のように記述します。

```
&fnames
F_INP = './nfinp.data'
F_POT(1) = './Si_ggapbe_nc_01.pp'
F_POT(2) = './O_ggapbe_us_02.pp'
F_CHGT = './nfchgt.data'
F_CHR = './nfchr.cube'
/
```

ファイルへのパスは、実行ディレクトリからの相対パスでも、絶対パスでも使用できます。

`F_POT(n)`は、入力パラメータファイルにおいて `n` 番目に指定された原子種に対する擬ポテンシャルファイルを指定します。この例では、1 番目に定義された元素 `Si` の擬ポテンシャルファイルが `Si_ggapbe_nc_01.pp`、2 番目に定義された元素 `O` の擬ポテンシャルファイルが `O_ggapbe_us_02.pp` というファイルになります。

利用できるファイル名キーワードやデフォルトのファイル名を表 2.1 に示します。

表 2.1 入出力ファイル設定ファイル `file_names.data` で設定可能なファイル一覧

| ファイル名 キーワード | 対応する プログラム | 入出力 の区別 | デフォルトの ファイル名 | 概要 |
|----------------|----------------|------------|---------------------------|---|
| F_INP | phase ekcal | 入力 | nfinp.data | 入力パラメータ・ファイル |
| F_POT(n) | phase ekcal | 入力 | pot.01, pot.02, ... | 擬ポテンシャル・ファイル。この配列に与えられた名前前のファイルを読みこみます。各元素に1つのポテンシャルファイルが必要になります。 |
| F_STOP | phase ekcal | 入力 | nfstop.data | 途中で計算を停止させる回数を記述するファイル。 |
| F_KPOINT | phase ekcal | 入力 | kpoint.data | サンプリング <code>k</code> 点を設定するファイル。 |
| F_DYNM | phase | 出力 | nfdynm.data | 構造緩和計算、分子動力学計算などにおいて、原子の座標と力を出力するファイル。 |

| | | | | |
|----------------|----------------|-----|----------------------|--|
| F_ENF | phase | 出力 | nfefn.data | 全エネルギーと力の最大値が出力されるファイル。 |
| F_CHR | phase | 出力 | nfchr.data | 電荷密度分布の出力ファイル。デフォルトは、Gaussian cube ファイル形式。 |
| F_DOS | phase ekcal | 出力 | dos.data | 状態密度の出力ファイル。 |
| F_ENERG | ekcal | 出力 | nfenergy.data | ekcal を用いた計算を行うと、固有値が出力されるファイル。 |
| F_ZAJ | phase ekcal | 入出力 | zaj.data | 波動関数の出力ファイル。計算を継続する際には入力ファイルとなります。バイナリーファイル。 |
| F_CHGT | phase ekcal | 入出力 | nfchgt.data | 電荷密度の出力ファイル。計算を継続する際には入力ファイルとなります。バイナリーファイル。 |
| F_CNTN | phase | 入出力 | continue.data | ジョブが一旦終了した後、継続するのに必要な情報の出力ファイル。継続計算の際には、このファイルを入力として使います。 |
| F_CNTN_BIN | phase | 入出力 | continue bin.data | ジョブが一旦終了した後、継続するのに必要な情報の出力ファイル。継続計算の際には、このファイルを入力として使います。バイナリーファイル。 |
| F_CNTN_BIN_PAW | phase ekcal | 入出力 | contine_bin_paw.data | ジョブが一旦終了した後、継続するのに必要な情報の出力ファイル。PAW を利用している場合、F_CNTN_BIN に加えて必要。継続計算の際には、このファイルを入力として使います。また固定電荷の計算の場合も入力として使います。バイナリーファイル。 |
| F_STATUS | phase ekcal | 出力 | jobstatus00x | 計算状況の出力ファイル。 |

2.3 計算の実行

2.3.1 プログラム phase の実行

入力パラメータファイル、擬ポテンシャルファイルを実行ディレクトリに置きます。file_names.data を使用する場合には、それも同じディレクトリに置いてください。

1 プロセッサ（1 コア）の逐次計算を行う場合には、次のようにプログラム phase を実行します。"././phase0_2015.01/bin/"は、PHASE がインストールされているディレクトリです。

```
% ../../phase0_2015.01/bin/phase
```

ただし、お使いの環境によってはMPI ライブラリーの実行コマンドを使用する必要があるかもしれません。

並列計算を行う場合には、お使いの計算機の利用する MPI ライブラリの実行コマンドを使用します。詳細はお使いの計算機システムのマニュアルを参照ください。一般的なコマンドは mpirun です。

```
% mpirun -np NP ../../phase0_2015.01/bin/phase ne=NE nk=NK
```

ここで、NP はMPI プロセス数、NE はバンド並列数、NK はk点並列数です。

2.3.2 計算状況の確認

SCF 計算の途中経過は、ログファイル `output000` において、全エネルギーの変遷を見ることによって確認することができます。

ログファイル `output000` において、TOTAL ENERGY FOR で始まる部分に SCF イタレーションごとの全エネルギーが出力されます。

以下の `grep` コマンドを利用することにより、この部分のみを抽出することができます。

```
% grep TH output000

TOTAL ENERGY FOR 1 -TH ITER= -30.856896066222 edel = -0.308569D+02 : SOLVER = MATDIAGON
TOTAL ENERGY FOR 2 -TH ITER= -31.552303846339 edel = -0.695408D+00 : SOLVER = PDAVIDSON
TOTAL ENERGY FOR 3 -TH ITER= -31.585336745971 edel = -0.330329D-01 : SOLVER = PDAVIDSON
TOTAL ENERGY FOR 4 -TH ITER= -31.587689791426 edel = -0.235305D-02 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 5 -TH ITER= -31.587917474699 edel = -0.227683D-03 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 6 -TH ITER= -31.587936742564 edel = -0.192679D-04 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 7 -TH ITER= -31.587937115320 edel = -0.372756D-06 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
.....
.....
```

TOTAL ENERGY FOR ### -TH ITER= の部分に### 回目の SCF イタレーションにおける全エネルギーがハートリー単位 (Ha) で出力されます (上記の例では、約-31Ha)。edel = のあとには、現在の SCF イタレーションと 1 回前のイタレーションのエネルギー差がハートリー単位で出力されます。この値が、入力パラメータファイルで設定した閾値 (`delta_total_energy`) よりも小さくなると SCF 計算が収束したと見なされます。

SOLVER = のあとには利用したソルバーの情報が出力されます。上記の例では 1 回目が MATDIAGON, 2 回目と 3 回目は P-Davidson, 4 回目以降が部分空間対角化 (SUBMAT) を有効にした RMM3 ソルバーであることが理解できます。このように履歴を調べながら、SCF 計算が収束へ向かっているかどうかを確認することができます。

2.3.3 継続計算

継続して計算を実行することができます。継続計算を実行するには、入力パラメータファイルの `control` ブロックの `condition` を編集します。

```
control{
  condition = continuation
}
```

`condition` に `continuation` を指定すると継続計算を行います。`automatic` を指定すると、継続計算が可能な場合は継続計算、そうでない場合は最初からの計算を行います。`condition` のデフォルト値は `automatic` です。継続計算では直前の計算での出力ファイルの一部を入力ファイルとして使用します。同じ実行ディレクトリで計算を実行する場合には特に配慮することなく、継続計算を実行することが可能です。

2.3.4 ekcal の実行 (状態密度計算、バンド構造計算)

状態密度計算、バンド計算において、k 点の取り方を通常の SCF 計算と変更したい場合に使うプログラムとして `ekcal` があります。

SCF 計算の計算結果の電荷密度を入力として計算できます。

2.3.4.1 状態密度の計算

SCF 計算の計算結果の電荷密度ファイル `nfchgt.data` を実行ディレクトリにコピーします。または、入出力フ

ファイル設定ファイル `file_names.data` において、`F_CHG` に SCF 計算の計算結果の電荷密度ファイル指定します。

SCF 計算結果の電荷密度を用いた計算を行うには、入力パラメータファイルの `control` ブロックの `condition` を `fixed_charge` とします。

```
control{
  condition = fixed_charge
}
```

また、`Accuracy` ブロック内に固有値に関する収束条件を指定します。

```
accuracy{
  ek_convergence{
    delta_eigenvalue = 1e-5
  }
}
```

次のようにプログラム `ekcal` を実行します。"phase0_2015.01/bin/"は、PHASE がインストールされているディレクトリです。

```
% ../../phase0_2015.01/bin/ekcal
```

2.3.4.2 バンド構造計算

SCF 計算の計算結果の電荷密度ファイル `nfchgt.data` を実行ディレクトリにコピーします。または、入出力ファイル設定ファイル `file_names.data` において、`F_CHG` に SCF 計算の計算結果の電荷密度ファイル指定します。

サンプリング k 点の設定ファイル `kpoint.data` を用意します。 k 点の設定ファイル `kpoint.data` は、ツール `band_kpoint.pl` を用いて作成します。以下のようなサンプリング k 点の対称点のファイル `bandkpt.in` を用意します。

```
0.04                                k 点の間隔
-0.83333333  0.83333333  0.83333333
0.83333333 -0.83333333  0.83333333    逆格子ベクトル
0.83333333  0.83333333 -0.83333333
3 2 1 4 # W                            k 点の対称点  n1 n2 n3 nd # Symbol
1 1 1 2 # L
0 0 0 1 # {/Symbol G}
1 1 0 2 # X
3 2 1 4 # W
5 3 0 8 # K
```

各 k 点の対象点の指定において、`n1/nd`, `n2/nd`, `n3/nd` が各 k 点の対象点の逆格子空間の位置になります。例えば `3 2 1 4 # W` では、逆格子空間の $3/4$, $2/4$, $1/4$ の位置に `W` 点を指定しています。

以下のようにツール `band_kpoint.pl` を実行すると、サンプリング k 点の設定ファイル `kpoint.data` が作成されます。

```
% ../../phase0_2015.01/tools/bin/band_kpoint.pl bandkpt.in
```

SCF 計算結果の電荷密度を用いた計算を行うには、入力パラメータファイルの `control` ブロックの `condition` を `fixed_charge` とします。

```
control{
  condition = fixed_charge
}
```

Accuracy ブロック内に、k 点サンプリングと、固有値に関する収束条件を指定します。作成した k 点の設定ファイルを使用する場合には、ksampling の method をファイルに指定します。

```
accuracy{
  ksampling{
    method = file
  }
  ek_convergence{
    delta_eigenvalue = 1e-5
  }
}
```

次のようにプログラム ekcal を実行します。”phase0_2015.01/bin/”は、PHASE がインストールされているディレクトリです。

```
% ../../phase0_2015.01/bin/ekcal
```

2.4 計算結果の確認

2.4.1 計算終了の状況・要因・対応

計算終了の状況・要因・対応を以下にまとめます。

| 計算状況 | プログラム実行の終了の要因 | 対応 |
|----------------------------------|---|-----------------|
| 正常終了 SCF 計算が収束 (構造緩和計算が終了) | SCF 計算の収束判定条件を満たした場合 ・全エネルギー変化量が閾値より小さくなった場合 ----- 構造緩和計算の収束判定条件を満たした場合 ・原子に働く力の最大値が閾値より小さくなった場合 | 計算終了 解析計算を行う |
| 正常終了 SCF 計算が未収束 | SCF 計算の最大イタレーション数に達した場合 ・ SCF 計算のイタレーション数が、control ブロックの <code>max_iteration</code> の値を超えた場合 ----- ファイル <code>nfstop.data</code> で指定したイタレーション数を超えた場合 ・デフォルトの設定では、1 イタレーションおきに、 <code>nfstop.data</code> ファイルを読み込みます。この方法を使うことにより、計算開始後でも、任意のタイミングで計算を終了させることができます。 ----- 計算時間の最大時間に達した場合 ・ Control ブロックの <code>cpumax</code> を計算時間が超えた場合 | 継続計算を行う |
| 異常終了 | 計算機トラブル 入力パラメータファイルの記述ミス 擬ポテンシャルファイルが存在しない (プログラム内部の問題) | 入力データを見直して再計算 |

2.4.2 計算終了（正常終了、異常終了）の確認

PHASE の実行が正常に終了すると、ログファイル (`output000` ファイル) の最後に以下のような情報が出力されます。

| |
|--|
| <pre> <<Total elapsed CPU Time until now = 81.69520 (sec.)>> closed filenumber = 31 closed filenumber = 52 closed filenumber = 53 closed filenumber = 55 closed filenumber = 42 closed filenumber = 43 closed filenumber = 44 closed filenumber = 75 closed filenumber = 65 closed filenumber = 66 </pre> |
|--|

Total elapsed CPU Time until now =のあとに計算時間が出力されます。ログファイルの最後がこのようになっていなければ PHASE は正常終了していません。なんらかの要因のため異常終了しています。その場合は、入力ファイルなどを変更して再計算してください。

2.4.3 SCF 計算、構造緩和計算の収束状況の確認

PHASE の計算が正常に終了した場合でも、ユーザーが必要とする計算が終了したことにはなりません。PHASE がどのような状況で終了したかは、計算終了後に出力される「continue.data」というファイルの最後から8行目（網掛け部分）の「convergence」の下に出力されている数によって収束状態を知ることが出来ます。2 の場合には、SCF 計算が無事収束した後、力の計算を行い、その力の大きさが入力パラメータファイルで指定した力の閾値 (delta_total_energy) より小さくなっていることを意味します。つまり、構造緩和計算が終了したことを意味します。2 以外の場合には構造緩和計算が終了していないため、継続計算をしてください。

```
iteration, iteration_ionic, iteration_electronic
      11          1          11
Ionic System
(natm)
      2
(pos)
0.1250000000000000D+00 0.1250000000000000D+00 0.1250000000000000D+00
-0.1250000000000000D+00 -0.1250000000000000D+00 -0.1250000000000000D+00
(cps)
0.1290824363824501D+01 0.1290824363824501D+01 0.1290824363824501D+01
-0.1290824363824501D+01 -0.1290824363824501D+01 -0.1290824363824501D+01
(cpd)
0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00
0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00
(cpo( 1))
0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00
0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00
(cpo( 2))
0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00
0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00
(cpo( 3))
0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00
0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00 0.0000000000000000D+00
forcmx_constraint_quench
0.1000000000000000D+03
Total Energy
-0.7878566524513241D+01 -0.7878566524513241D+01
isolver
      5
convergence
      2
edelta_ontheway
0.1000000000000000D-09
corecharge_cntnbin
      0
neg
      8
```

2.4.4 計算状況の確認 (ログファイル output000 および jobstatus000)

計算実行のログファイルは output000 というファイル名で出力されます。000 の部分は同じディレクトリにおいて計算を実施した回数に応じて 001, 002, ... と増えていきます。

このファイルには、様々な情報、物理量が出力されます。中でも参照することの多い情報について説明します。

2.4.4.1 サンプリング k 点

k 点是对称性を考慮している場合は入力の設定から予想しづらい場合があります。そこで、最終的に利用する k 点の数を調べたい場合があります。これは、ログファイル中で `kv3` という文字列を検索すると調べられます。

```
!kp kv3 =      8 nspin =      1
```

`kv3 =`のあとの `8` が k 点の数です。`nspin =`のあとの `1` は、スピン自由度を考慮していないことに相当します。スピン自由度を考慮している場合、この数値は `2` になります。

2.4.4.2 全エネルギー

全エネルギーは、ログファイルに以下のように出力されます。

```
TOTAL ENERGY FOR      3 -TH ITER=  -687.253021587082 edel =  -0.215950D+02 : SOLVER =P DAVIDSO
N
KI=      294.118626755617 HA=      4820.263454482710 XC=      -686.596385560733 LO=      -8452.905431759591
NL=     -349.620400894588 EW=      3182.022578317359 PC=      505.464805336868 EN=      -0.000268264724
PHYSICALLY CORRECT ENERGY =      -687.252887454720
```

`TOTAL ENERGY FOR ...` に全エネルギーが、`edel =`のあとに 1 回前のイタレーションとの差が出力されます。次の行とその次の行には全エネルギーを構成する各項のエネルギーの値が記録されます。`KI` は運動エネルギー、`HA` は Hartree エネルギー、`XC` は相関交換エネルギー、`LO` は局所エネルギー、`NL` は非局所エネルギー、`EW` は Ewald エネルギー、`PC` はコア補正エネルギー、`EN` はエントロピーを表します。これらの総和が全エネルギーになります。

`PHYSICALLY CORRECT ENERGY` のあとには、スメアリングを行っている場合に“`0 K` へ補外した全エネルギー” が記録されます。

2.4.4.3 スピン状態

スピンを考慮した計算を実行している場合、下記のように各 `SCF` イタレーションにおける多数派スピン状態および少数派スピン状態の数が記録されます。

```
!OLD total charge (UP, DOWN, SUM) =      4.53623488 (+)      3.46376512 (=)      8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) =      4.64907433 (+)      3.35092567 (=)      8.00000000
```

`!OLD` から始まる行には 1 回前のイタレーションにおける電荷の情報が、`!NEW` から始まる行には現在のイタレーションの電荷の情報が出力されます

2.4.4.4 固有値および占有数

各 k 点におけるフェルミエネルギー近傍の固有値は、計算終了直前に以下のように出力されます。

```
EFermi =      0.10922262
===== Energy Eigen Values in the vicinity of the Fermi energy level (Range=      1 :      12) =====
ik =      1      -0.198857      0.025583      0.025583      0.025583      0.073053      0.073053
           1.213861      1.213861      1.299925      1.299925      1.299925      1.636396
ik =      2      -0.196917      0.104776      0.104776      0.104776      0.174253      0.174253
           1.217079      1.217079      1.325796      1.325796      1.325796      1.689134
ik =      3      -0.191252      0.025548      0.025548      0.027605      0.069739      0.074378
           0.983941      1.019452      1.019452      1.095653      1.131322      1.131322
ik =      4      -0.189306      0.104412      0.104412      0.107058      0.169882      0.175940
           0.977036      1.012673      1.012673      1.124796      1.174308      1.174308
ik =      5      -0.169140      0.025903      0.025903      0.033499      0.060085      0.078167
           0.910397      0.964244      0.964244      1.009529      1.125585      1.125585
ik =      6      -0.167035      0.103921      0.103921      0.113720      0.157186      0.180510
           0.910306      0.977222      0.977222      1.034555      1.149955      1.149955
.....
.....
.....
```

続けて、占有数が次のように出力されます。

```
===== Occupations in the vicinity of the Fermi energy level (Range=      1 :      12) =====
ik =      1      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
           0.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
ik =      2      1.000000      0.884668      0.884668      0.884668      0.000000      0.000000
           0.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000      0.000000
ik =      3      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000      1.000000
```

| | | | | | | |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| ik = 4 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.261115 | 0.000000 | 0.000000 |
| | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| ik = 5 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| ik = 6 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000995 | 0.000000 | 0.000000 |
| | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

占有数は一般には0~1の間の値をとるので、例えば、スピンを考えない計算の場合、1.0は電子2個に占有されることを表します。対称性によりk点の縮約がある場合には、占有数は縮約に応じて変わりますので、その点にも注意する必要があります（バルクの計算のように小さい系でk点数を多数取る場合にこのようなことが起こります）。

2.4.4.5 SCF 計算あたりの計算時間

計算時間は、`printoutlevel` の `base` が 1 以上の場合、SCF イタレーションごとに以下のように出力されます。

```
<< CPU Time Consumption -- TOP 9 Subroutines ( 2) >>
no id      subroutine name      time(sec)  r(%)      count     no(2)
 1 20  evolve_WFs_in_subspace (davidson) 115.74820 71.17      8         1
 2 13           m_ES_Vnonlocal_W      10.78620  6.63       8         2
 3  8           betar_dot_WFs        7.33490  4.51      14         3
 4 16           m_CD_softpart        2.53880  1.56       1         4
 5  7           m_XC_cal_potential    0.97520  0.60       2         5
 6 17           m_CD_hardpart        0.28100  0.17       1         6
 7 10           m_ES_Vlocal_in_Rspace 0.02990  0.02       1         7
 8 19           m_CD_mix_pulay       0.00670  0.00       1         8
 9 18           m_CD_convergence_check 0.00230  0.00       1         9
Total cputime of ( 2 )-th iteration 162.64080 / 221.651 (sec.)
```

上記のように、各ルーチンにおける計算時間が出力されます。この情報は、1つ前のイタレーションとの時間の差が5%以下の場合は出力されません。

2.4.4.6 計算の進捗状況 (jobstatus000)

`jobstatus000` ファイルは、計算の進捗をまとめたファイルです。000の部分には、`output000`と同様に計算を繰り返す行くと001, 002, ... となります。その内容は、以下のようになります。

```
status      =      FINISHED
iteration    =           674
iter_ionic  =           21
iter_elec   =           23
elapsed time = 51648.7582
```

`status` **FINISHED** (計算終了), **ITERATIVE** (繰り返し計算中), **START** (初期化中)
`iteration` 電子状態の繰り返し計算回数が表示されます。
`iter_ionic` 原子座標の更新回数が表示されます。
`iter_elec` 現在の原子配置における電子状態の繰り返し計算回数が表示されます。
`elapsed_time` 経過時間が秒単位で表示されます。

2.5 計算結果の解析、可視化

2.5.1 全エネルギー、原子に働く力の最大値 (エネルギー履歴ファイル nfefn.data)

ファイル `nfefn.data` (または `file_names.data` ファイルにおいて `F_ENF` によって指定されるファイル) には、系の全エネルギーや原子に働く力の最大値, さらに分子動力学シミュレーションを行った場合はイオンの運動エネルギーや保存量なども記述されます。

構造緩和を行った場合と分子動力学シミュレーションを行った場合とで出力内容が異なるので, それぞれについて説明します。

2.5.1.1 構造緩和計算

典型的な構造緩和を行った後の `nfefn.data` の例を示します。

| iter_ion | iter_total | etotal | forcmx |
|----------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | 24 | -108.4397629733 | 0.0086160410 |
| 2 | 40 | -108.4401764388 | 0.0076051917 |
| 3 | 56 | -108.4405310817 | 0.0068758156 |
| 4 | 73 | -108.4410640011 | 0.0065717365 |
| 5 | 94 | -108.4414256084 | 0.0099533097 |
| 6 | 113 | -108.4414317178 | 0.0094159378 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

各列は各々次のような量に対応します。

| | |
|-------------------------|--|
| <code>iter_ion</code> | イオンの更新回数です。 |
| <code>iter_total</code> | SCF ループの更新回数です。この数字は通算の値が記述されます。 |
| <code>etotal</code> | 全エネルギーを, ハートリー単位で出力します。 |
| <code>forcmx</code> | 原子に働く力の最大値を原子単位(<code>hartree/bohr³</code>) で記述します。この値が入力ファイルにて与えた構造緩和の収束判定を満たすまで計算は実行されます。 |

2.5.1.2 分子動力学法計算

分子動力学法計算の場合, 下記のようになります。

| iter_ion | iter_total | etotal | ekina | econst | forcmx |
|----------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 18 | -7.8953179624 | 0.0000000000 | -7.8953179624 | 0.0186964345 |
| 2 | 30 | -7.8953851218 | 0.0000665502 | -7.8953185716 | 0.0183575425 |
| 3 | 43 | -7.8955768901 | 0.0002565396 | -7.8953203505 | 0.0173392067 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

構造緩和の場合とほぼ同様ですが, 新たな列が追加されます。

| | |
|---------------------|---|
| <code>ekina</code> | 系の運動エネルギー, |
| <code>econst</code> | 系の保存量, すなわちエネルギー一定の分子動力学シミュレーションの場合系の全エネルギー, 温度一定の分子動力学シミュレーションの場合系の全エネルギーに熱浴のエネルギーを加えた量です。 |

2.5.1.3 格子最適化計算

格子の最適化を行った場合、下記ようになります。

| iter | unitcell | iter_ion | iter_total | etotal | forcmx | stressmx |
|------|----------|----------|-----------------|--------------|--------------|----------|
| 1 | 1 | 25 | -181.4043211381 | 0.0019960638 | | |
| 1 | 2 | 33 | -181.4043560304 | 0.0004826299 | | |
| 1 | 3 | 40 | -181.4043582176 | 0.0000016495 | 0.0002327496 | |
| 2 | 1 | 49 | -181.4044223602 | 0.0000572790 | 0.0002273231 | |
| 3 | 1 | 58 | -181.4044833189 | 0.0001158383 | 0.0002220365 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

通常の構造最適化のケースに加え、以下の列が加えられます。

iter_unitcell 格子の更新回数
 stressmx ストレステンソルの最大値

2.5.2 原子座標 (原子座標履歴ファイル nfdynm.data)

ファイル nfdynm.data (または file_names.data ファイルにおいて F_DYNM によって指定されるファイル) には、各原子の座標とそれに働く力が記述されます。構造緩和や分子動力学シミュレーションを行った場合はイオンの更新の回数分だけデータが書き込まれます。典型的な nfdynm.data の中身を以下に記述します。なお、このファイルにおいて利用される単位系はすべて原子単位系です。

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----|---|---|--|-----|
| # | a_vector = | 9.2863024980 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | | | | | | | |
| # | b_vector = | -4.6431512490 | 8.0421738710 | 0.0000000000 | | | (a) | | | | |
| # | c_vector = | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 10.2158587136 | | | | | | | |
| # | ntyp = | 2 | natm = | 9 | | | (b) | | | | |
| # | (natm->type) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | (c) |
| # | (speciesname) | 1 : | O | | | | | | | | (d) |
| # | (speciesname) | 2 : | Si | | | | | | | | |
| # | cps and forc at (iter_ion, iter_total = | 1 | 24) | | | | | | | | (e) |
| 1 | 3.161057370 | 1.169332082 | 1.214972077 | -0.004058 | -0.005565 | -0.004966 | | | | | (f) |
| 2 | 6.693102525 | 2.152889944 | 4.620258315 | 0.006945 | -0.001028 | -0.004994 | | | | | |
| 3 | 4.075293851 | 4.719951845 | 8.025544553 | -0.002872 | 0.006394 | -0.004796 | | | | | |
| 4 | -1.482093879 | 6.872841789 | 5.595600399 | -0.004362 | 0.005502 | 0.004993 | | | | | |
| 5 | -0.567857398 | 3.322222026 | 9.000886637 | -0.002792 | -0.006296 | 0.004965 | | | | | |
| 6 | 2.049951276 | 5.889283925 | 2.190314161 | 0.006974 | 0.000708 | 0.004795 | | | | | |
| 7 | 4.921740324 | 0.000000000 | 3.405282833 | 0.001436 | 0.000122 | 0.000068 | | | | | |
| 8 | -2.460870162 | 4.262352150 | 6.810569070 | -0.000612 | 0.001305 | -0.000066 | | | | | |
| 9 | 2.182281087 | 3.779821719 | 10.215855308 | -0.000660 | -0.001143 | 0.000001 | | | | | |
| # | cps and forc at (iter_ion, iter_total = | 2 | 40) | | | | | | | | |
| 1 | 3.156999743 | 1.163767576 | 1.210005993 | -0.002904 | -0.005755 | -0.003892 | | | | | |
| 2 | 6.700048015 | 2.151861938 | 4.615264365 | 0.006567 | 0.000186 | -0.003832 | | | | | |
| 3 | 4.072421499 | 4.726345880 | 8.020748072 | -0.003503 | 0.005487 | -0.003829 | | | | | |
| 4 | -1.486455954 | 6.878343743 | 5.600593135 | -0.003122 | 0.005780 | 0.003831 | | | | | |
| 5 | -0.570648922 | 3.315925959 | 9.005851266 | -0.003532 | -0.005392 | 0.003892 | | | | | |
| 6 | 2.056925355 | 5.889992076 | 2.195109289 | 0.006503 | -0.000290 | 0.003828 | | | | | |
| 7 | 4.923176344 | 0.000121757 | 3.405351146 | 0.000397 | -0.000013 | 0.000018 | | | | | |
| 8 | -2.461482612 | 4.263656762 | 6.810503226 | -0.000210 | 0.000337 | -0.000017 | | | | | |
| 9 | 2.181621403 | 3.778679157 | 10.215856638 | -0.000197 | -0.000341 | 0.000000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

- (a) セルベクトルが書かれています。 `a_vector`, `b_vector`, `c_vector` にそれぞれ a 軸, b 軸, c 軸のベクトルが記述されています。
- (b) `ntyp =` の後には使用されている原子種の数記述されています。この例では 2 です。また, `natm =` の後には原子数が書かれています。この例では 9 です。
- (c) (`natom→type`) の後には, 原子と原子種のマッピングが書かれています。この例だと, 1 番目から 6 番目の原子の原子種は 1, 7 番目から 9 番目の原子種は 2 という元素に対応します。
- (d) (`speciesname`) の後には, 原子種と ID のマッピングが書かれています。この例では, 1 という原子種は O(酸素), 2 という原子種は Si(珪素) に相当する, ということになります。
- (e) 各ステップでの情報が記述されています。この例では, イオンの更新回数が 1 回, SCF の更新回数が 24 回となります。
- (f) 実際の原子の場所とその原子に働いている力が記述されています。1 番目の列は原子の ID, 2 番目から 4 番目の列が原子の場所の `x,y,z` 座標, 5 番目から 6 番目の列が原子に働く力の `x,y,z` 座標となります。もし, 入力ファイルにおいて `printlevel` ブロックの `velocity` 変数を 2 に設定していた場合, 7 番目から 9 番目の列に速度が原子単位で出力されます。

2.5.3 電荷密度 (電荷密度ファイル nfchr.cube)

ファイル nfchr.cube (または file_names.data ファイルにおいて F_CHR によって指定されるファイル) には、Gaussian CUBE 形式の電荷密度分布が出力されます。

PHASE Viewer や、Gaussian CUBE 形式の可視化に対応している可視化ソフトウェアを利用して、原子構造、電荷密度を可視化してください。

2.5.4 状態密度 (状態密度ファイル dos.data)

ファイル dos.data (または file_names.data ファイルにおいて F_DOS によって指定されるファイル) には、状態密度が出力されます。

状態密度のグラフを作成するには、次のようにツール dos.pl を実行します。”phase0_2015.01/bin/”は、PHASE がインストールされているディレクトリです。ツール dos.pl は、Perl スクリプトです。実行後、状態密度のグラフの EPS 形式の画像ファイル density_of_states.eps が作成されます。

```
% ../../phase0_2015.01/tools/bin/dos.pl dos.data -erange=-15,10 -with_fermi -color
```

| | |
|-------------|---|
| dos.data | 状態密度の出力ファイル |
| -erange | 表示するエネルギーの範囲を指定します。-15,10 は-15eV から 10eV の範囲を指定しています。 |
| -with_fermi | フェルミエネルギーを表示します。 |
| -color | カラー出力を行います。 |

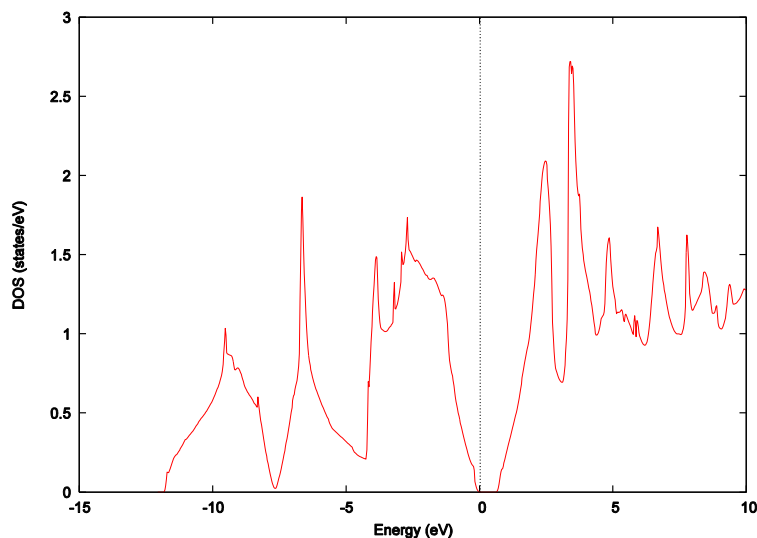


図 2.2 状態密度 可視化例 (Si ダイヤモンド構造のバンド構造)

2.5.5 バンド構造 (固有値データファイル nfergency.data)

ファイル `nfergency.data` (または `file_names.data` ファイルにおいて `F_ENERG` によって指定されるファイル) には、サンプリング k 点における固有値が出力されます。

バンド構造のグラフを作成するには、次のようにツール `band.pl` を実行します。"phase0_2015.01/bin/"は、PHASE がインストールされているディレクトリです。ツール `dos.pl` は、Perl スクリプトです。実行後、状態密度のグラフの EPS 形式の画像ファイル `band_structure.eps` が作成されます。

```
% ../../phase0_2015.01/tools/bin/ band.pl nfergency.data bandkpt.in -erange=-15,10 -with_fermi -color
```

| | |
|-----------------------------|---|
| <code>nfergency.data</code> | サンプリング k 点における固有値の出力ファイル |
| <code>bandkpt.in</code> | サンプリング k 点に関するファイル |
| <code>-erange</code> | 表示するエネルギーの範囲を指定します。-15,10 は-15eV から 10eV の範囲を指定しています。 |
| <code>-with_fermi</code> | フェルミエネルギーを表示します。 |
| <code>-color</code> | カラー出力を行います。 |

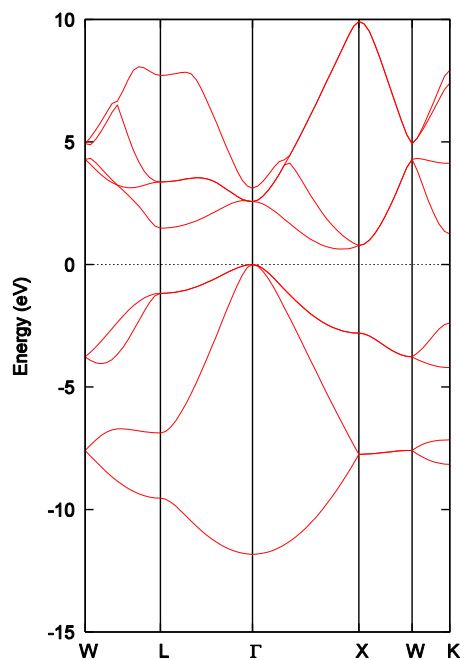


図 2.3 バンド構造 可視化例 (Si ダイヤモンド構造のバンド構造)

2.6 参考文献

- [1] H. J. Monkhorst and J. D. Pack, Phys. Rev. B 13, 5188 (1976).
- [2] P. Pulay, Chem. Phys. Lett. 73, 393 (1980).
- [3] C.G. Broyden, Math. Comput. 19, 577, (1965).
- [4] P.E. Blöchl, Phys. Rev. B 50, 17953 (1994).
- [5] N. Troullier and J.L. Martins, Phys. Rev. B **43**, 1993 (1991).
- [6] D. Vanderbilt, Phys. Rev. B **41** 7892 (1990).
- [7] G. Kresse and D. Joubert, Phys. Rev. B **59**, 1758, (1999).
- [8] J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. **77**, 3865 (1996).
- [9] J. P. Perdew and Y. Wang, Phys. Rev. B **45**, 13244 (1992).

3. 入力パラメータファイル : nfinp.data (詳細版)

3.1 入力パラメータファイルの形式(F_INP ファイル)

入力パラメータファイル `nfinp.data` は、どのようなモデル (原子配置など) に対し、どのような条件で計算するかという情報を記述するファイルです。

デフォルトのファイル名は `nfinp.data` ですが、`file_names.data` において、`F_INP` キーワードを使って自由に名前を指定できます。例えば、計算する系に関連した名前をつけることも可能です。

3.1.1 パラメータ設定形式

このファイルは、タグ名と中括弧`{}`で囲まれたブロックの階層構造で記述します。計算パラメータの設定は、タグ形式になっており、各タグに、結晶構造、計算精度、計算の制御などの情報を記入します。以下に、入力パラメータファイルの記述方法を簡単に説明します。

関連のある入力データはまとめて一つの「ブロック」内に記述します。ブロックは、`ブロック名{...}` という形式で階層的に記述します。たとえば、以下のようになります。基本的に計算パラメータは、`タグ=値`の形で指定します。ただし、パラメータごとに指定形式が異なります。各計算パラメータの指定方法の説明を参照ください。

```
Upper_block{
  Lower_block{
    ...
    tag_keyword = value
  }
}
```

入力パラメータファイルの作成・編集において、以下の点に注意ください。

- 同じ階層に同じ名前のブロックを記述することはできません。
- ブロック名の太文字・小文字を区別することはありません。
- ブロック名が間違っている場合には、そのブロック全体が記述されていないものとみなされます (無視されます)。その場合は、デフォルト値が採用されます。エラーメッセージは表示されません。
- 変数は、改行で区切るほかカンマ(,)で区切ることもできます。
- 文字列型の変数に空白文字を含めたい場合、半角の2重引用符(")で囲みます。
- 全角文字は使用しないでください。

最上位のブロックは、以下のものがあります。

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| <code>control</code> ブロック | 全体的な計算条件の設定 |
| <code>accracy</code> ブロック | 計算精度の設定 |
| <code>structure</code> ブロック | 原子構造の設定 |
| <code>wavefunction_solver</code> ブロック | 波動関数ソルバーの設定 |
| <code>charge_mixing</code> ブロック | 電荷密度混合法の設定 |
| <code>structure_evolution</code> ブロック | 構造最適化、分子動力学法計算の設定 |
| <code>postproccesing</code> ブロック | 後処理の設定 |
| <code>printlevel</code> ブロック | ログ出力の設定 |

3.1.2 単位の指定

PHASE の入力ファイルのデフォルトの単位は原子単位ですが、単位を明示的に指定することも可能です。表 3.1 の単位を利用することができます(デフォルトの単位は太字で表示されています)。

表 3.1 PHASE で利用可能な単位

| | |
|-------|--|
| 長さ | bohr , angstrom, nm |
| エネルギー | hartree , eV, rydberg |
| 時間 | au_time , fs, ps, ns, s, sec, min, hour, day |
| 速度 | bohr/au_time , bohr/fs, angstrom/fs, angstrom/au_time, nm/fs, nm/au_time |
| 力 | hartree/bohr , hartree/angstrom, hartree/nm, eV/angstrom, eV/bohr, ev/nm, rydberg/bohr, rydberg/angstrom, rydberg/nm |
| 圧力 | hartree/bohr³ , hartree/angstrom ³ , hartree/nm ³ , eV/angstrom ³ , eV/bohr ³ , eV/nm ³ , rydberg/angstrom ³ , rydberg/bohr ³ , rydberg/nm ³ , |
| 質量 | au_mass , atomic_mass, |

単位は、実数型のデータに直接指定する方法だけでなく、ブロック単位のデフォルト値を指定することもできます。ブロック単位でデフォルトの単位を指定するには、次のように記述します。

```
block{
  #units angstrom
  ...
  ...
}
```

この例では、block の長さの単位のデフォルトがÅ単位になります。複数指定する場合(長さ、エネルギーなど)、空白で区切って指定してください。

3.1.3 コメント

!または//ではじまる行は、コメント扱いとなります。

```
block{
  ! comment
  ! tag_keyword = value1      コメント
  // tag_keyword = value2    コメント
  tag_keyword = value3
}
```

ただし、#と、!のあとに#が続く場合はコメントとはみなされないので注意してください。

3.1.4 入力パラメータファイル例

Si ダイヤモンド結晶 (2 原子) の電子状態計算を行う場合の基本的な計算条件を記述した入力ファイル例です。

```
control{
  condition = initial
  cpumax = 86400 sec
  max_iteration = 10000
}

accuracy{
  cutoff_wf = 25.0 rydberg
  cutoff_cd = 100.0 rydberg
  num_bands = 8
  ksampling{
    method = monk
    mesh{
      nx = 10
      ny = 10
      nz = 10
    }
  }
  initial_wavefunctions = atomic_orbitals
  initial_charge_density = atomic_charge_density
  scf_convergence{
    delta_total_energy = 1e-10
    succession = 3
  }
  force_convergence{
    max_force = 0.001 hartree/bohr
  }
}

structure{
  element_list{
    #tag   element   atomicnumber
      Si    14
  }
  unit_cell{
    #units angstrom
    a_vector = 0 2.732299538 2.732299538
    b_vector = 2.732299538 0 2.732299538
    c_vector = 2.732299538 2.732299538 0
  }
  unit_cell_type = bravais
  atom_list{
    atoms{
      #tag   element   rx   ry   rz   mobile
      Si    0.125  0.125  0.125  0
      Si   -0.125 -0.125 -0.125  0
    }
    coordinate_system = internal
  }
}

wavefunction_solver{
  solvers{
    #tag   sol   till n   prec cmix submat

```

```

        davidson 1 on 1 on
        rmm3 -1 on 1 on
    }
    rmm{
        edelta_change_to_rmm=5e-5
    }
}

charge_mixing{
    mixing_methods{
        #tag no method rmxs rmxe istr prec nbmix
        1 pulay 0.40 0.40 3 on 15
    }
}

Postprocessing{
    dos{
        sw_dos = ON
        deltaE = 1.e-4 hartree
    }
    charge{
        sw_charge_rspace = ON
        filetype = cube !{cube|density_only}
        title = "This is a title line for the bulk Si"
    }
}

```

3.2 入力パラメータファイル nfinp.data のタグ (キーワード) の一覧

入力パラメータファイル nfinp.data のタグ (キーワード) の一覧を、表 3.2 に示します。

表 3.2 入力パラメータファイル nfinp.data のタグ (キーワード) の一覧

| 最上位ブロック | 第2,3 ブロック | タグ (キーワード) | 説明 |
|----------|-----------|--|--|
| control | | | 全体的な計算条件設定ブロック |
| | | condition | preparation, -2 : 入力座標の表示, 対称操作の生成, k 点の生成までで終了します。 automatic, -1 : 継続可能であれば, 計算継続になります。そうでなければ, 計算開始になります。 initial, 0 : 計算開始 continuation, 1 : 計算継続 (以下の2つは ekcal による計算で使用) fixed_charge, 2 : 電荷を固定して計算 fixed_charge_continuation, 3 : 固定電荷+計算継続 デフォルト値は automatic です。 |
| | | cpumax | CPU 時間の上限 (デフォルト : 86400 sec) 単位 : {sec, min, hour, day} |
| | | max_iteration max_total_scf_ite ration | 総 SCF 回数 (イタレーション) の制限値 (デフォルト : 10000) |
| | | max_mdstep | 総 MD 計算数の制限値 (デフォルトは無制限) |
| | | max_scf_iteration | 1MD ステップ内の SCF 回数の制限値 (デフォルトは無制限) |
| | | nfstopcheck | ファイル nfstop.data に書かれた数値で, 処理を停止すべき更新回数を決定 (デフォルト : 1) |
| | | sw_ekzaj | phase で, ekcal の入力となる波動関数ファイル F_ZAJ への出力を行うとき ON にする。 EKCAL でそのファイルを読み込むときも ON にする。ただし, Γ 点の計算でしか使用できません。 デフォルト値は OFF です。 |
| accuracy | | | 計算精度の制御用ブロック識別子 |
| | | cutoff_wf | 波動関数のカットオフエネルギー |
| | | cutoff_cd | 電荷密度のカットオフエネルギー |
| | | num_bands | バンド数 |
| | ksampling | | |
| | | method | k 点のサンプリング法。 monk : Monkhorst-Pack 法。 mesh : メッシュを生成します。 file : ファイルから入力 direct_in : 直接記述 gamma : Γ 点のみ デフォルトは Monkhorst-Pack 法 |
| | mesh | | メッシュの分割数 |
| | | nx, ny, nz | x,y,z 方向への分割数 デフォルト値=(4,4,4), 上限値=(20,20,20) |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------------|--|
| | kshift | | Monkhorst-Pack 法でのみ有効なタグ |
| | | k1, k2, k3 | メッシュのずれの指定 (入力値は[0.0, 0.5] の範囲) デフォルト値: hexagonal の場合: k1 = k2 = 0, k3 = 0.5 それ以外の場合: k1 = k2 = k3 = 0.5 ただし 0.5 はメッシュの刻み幅の半分の値を指す |
| | kpoints | | k 点の重みづけ |
| | | kx ky kz denom weight | $\vec{k} = (kx/denom, ky/denom, kz/denom)$ k 点の座標値と, その重みづけ |
| | smearing | | k 点サンプリングの smearing |
| | | method | parabolic : Parabolic 法 (デフォルト) cold : Cold smearing 法(金属系で有効) tetrahedron : Tetrahedron 法 improved_tetrahedron : 改良 tetrahedron 法 tetrahedron または improved_tetrahedron としたときには k 点のサンプリングをメッシュ法にしなければなりません。 |
| | | width | smearing 幅 (デフォルト値 : 0.001 hartree) method = parabolic と cold の時に使用 |
| | (タグなし) | | |
| | | xctype | 交換相関エネルギー(LDA, GGA) LDA : LDAPW91, PZ GGA : GGAPBE, REVPBE |
| | scf_convergence | | 自己無撞着場の収束判定 |
| | | delta_total_energy | 原子あたりの全エネルギーの計算誤差の上限 ΔE (デフォルト値 : 10^{-9} hartree) |
| | | succession | 誤差が ΔE 未満に何回連続して収まった時に計算を停止させるかを指定する回数 (デフォルト値 : 2) |
| | force_convergence | | 力の収束判定 |
| | | max_force | 全原子に働く力の最大値がこの値より小さくなれば計算を停止 (デフォルト値 : 0.001 hartree/bohr) |
| | ek_convergence | | 固有値の収束判定。ekcal による計算専用の識別子 |
| | | num_extra_bands | 未収束でもかまわない追加のバンドの数 (デフォルト値 : 2) |
| | | num_max_iteration | k 点一個当たりの最大の更新回数 (デフォルト値 : 300) |
| | | sw_eval_eig_diff | 固有値評価用スイッチ {1, on, yes} : 評価あり (デフォルト) {0, off, no} : 評価なし |
| | | delta_eigenvalue | 固有値の許容誤差 (デフォルト値 : 10^{-5} hartree) |
| | | succession | 計算の繰り返し回数 (デフォルト値 : 2) |
| | (タグなし) | | |
| | | initial_wavefunctions | 波動関数の初期値 選択肢 : {random_numbers, matrix_diagonal, atomic_orbitals, file} |

| | | | |
|-----------|----------------|---|---|
| | | | random_numbers:乱数で初期化 matrix_diagon:小行列対角化で初期化 atomic_orbitals:原子軌道で初期化 file:ファイル F_ZAJ から入力 |
| | matrix_diagon | | 波動関数の初期値を小行列対角化法で与える |
| | | cutoff_wf | 波動関数のカットオフ |
| | (タグなし) | | |
| | | initial_charge_density | 電荷密度の初期値 選択肢: {Gauss, atomic_charge_density, file} Gauss: ガウス分布関数の重ね合わせで初期化 atomic_charge_density: 原子の電子密度の重ね合わせで初期化 file:ファイル F_CHGT から入力 |
| | precalculation | | |
| | | nel_Ylm | 予め計算してメモリー上に保持しておく球面調和関数の最高次数 (デフォルト値は9) |
| structure | | | 構造設定用ブロック識別子 |
| | unit_cell_type | | 単位胞の型。選択肢: {primitive, Bravais} |
| | unit_cell | a_vector b_vector c_vector a, b, c alpha, beta, gamma | unit cell 単位胞の指定。以下のいずれかの方法で与える 各格子ベクトルの (x, y, z) 成分 デフォルトの単位は Bohr 格子定数 a, b, c b-c 軸, c-a 軸, a-b 軸のなす角 (角度のデフォルト単位は degree) |
| | symmetry | | |
| | | method | 選択肢:{manual, automatic} automatic を選択すると自動的に対称性を決定します。 |
| | | crystal_structure | 選択肢: {diamond, hexagonal, fcc, bcc, simple cubic} |
| | tspace | | 柳瀬章「空間群のプログラム TSPACE」(裳華房) および, ABCAP のマニュアルを参照 |
| | | lattice_system | {rhombohedral, trigonal, r, t, -1} {hexagonal, h, 0}, {primitive, simple, p, s, 1} {facecentered, f, 2}, {bodycentered, b, 3} {bottomcentered, basecentered, onefacecentered, bot, ba, o, 4} |
| | | num_generators | 生成元の数(1 ~ 3の整数値) |
| | | generators | 生成元 |
| | | af_generator | 磁性空間群の生成元 |
| | (第3 タグなし) | | |
| | | sw_inversion | 反転対称性の有無 |
| | (第2 タグなし) | | |
| | | magnetic_state | 入力値: {para, antiferro, ferro} から選択 antiferro は af と省略も可 |
| | atom_list | | 原子構成 |
| | | coordinate_system | 選択肢: {cartesian, internal} |
| | atoms | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|--|---|
| | | rx, ry, rz | 座標 |
| | | element | 元素名 |
| | | mobile | 可動性 入力値は{1,0}, {on,off}, {yes,no} のどれでも可 |
| | | weight | 重みづけ weight = 2 は sw_inversion = on の時のみ有効 このとき、反転対称の位置にも原子を生成 |
| | element_list | | |
| | | element | 元素名(atoms の element の入力値と一致させる) |
| | | atomic_number | 原子番号 |
| | | mass | 質量 |
| | | zeta | スピン分極: $\zeta = (n_{\uparrow} - n_{\downarrow}) / (n_{\uparrow} + n_{\downarrow})$ |
| | | deviation | 初期電荷をガウス関数の和で与えるときの各ガウス関数の偏差。 $\rho(r) = A \exp(-r^2/2\sigma^2)$ における原子の電子密度分布の広がりを決めるパラメータ σ 。 タグ名には dev や standard_deviation も使用可 |
| wavefunction_solvers | solver | | 波動関数ソルバー (詳しくは 3.6 と 3.8 を参照) |
| | | sol | ソルバーの種類 MatrixDiagon: 行列対角化法 lm+MSD: lm(一次元探索)+ MSD(改良型最急降下法) RMM2P, RMM3: RMM 法 MSD: 修正最速降下法 pdavidson: 分割 Davidson 法 pkosugi: 分割 Kosugi 法 |
| | | till_n | 何回の更新まで, sol で指定された波動関数の更新方法を適用するかを指定 |
| | | dts | 計算開始時の時間刻み幅 |
| | | dte | itr で指定された更新の回数における時間刻み幅。dts の値のみが入力された場合には dte にも同じ値を適用。 |
| | | itr | 時間刻み幅を変化させる回数の指定 |
| | | var | 補間の形式。選択肢: {linear, tanh} |
| | | prec | 前処理の有無。選択肢: {on,off} |
| | | cmix | 電荷混合法の指定用変数。charge_mixing タグの mixing_methods で指定されている, 各方法に割り振られた番号を使って指定する。 |
| | | submat | on のとき subspace_rotation の指定に従って subspace rotation を行う。選択肢: {on,off} |
| | line_minimization | | 一次元探索に関する制御 |
| | | dt_lower_critical dt_upper_critical | 一次元探索をおこなう時の時間刻みの下限と上限 (デフォルト値はそれぞれ, 0.005 と 2.0) |
| | | delta_lmdenom | |
| | rmm | | 残差最小化法 |
| | | imGSrmm | RMM 法で更新した波動関数に対して, Gram-Schmidt の直交化法を適用する頻度 |

| | | | |
|---------------|------------------------|----------------------|--|
| | | | (デフォルト値は、 毎回実行の $imGSrmm = 1$) |
| | | rr_Critical_Value | バンド毎の収束判定条件。波動関数の残差のノルムがここで指定された値以下になれば、そのバンドはそれ以降更新されない |
| | | edelta_change_to_rmm | 波動関数のソルバーを RMM 法に変えるときの、全エネルギー収束判定条件。ここで指定する値より全エネルギーの収束が悪いときは、その前のソルバーを続けて使う |
| | subspace_rotation | | subspace 対角化に関する制御 |
| | | subspace_matrix_size | デフォルトの入力値はバンドの数 (num_bands) num_bands よりも大きな値が入力された場合には、強制的に num_bands の値を入力値に設定。 |
| | | damping_factor | 非対角要素のダンピング係数。[0.0, 1.0] の範囲外の値が入力された場合には、入力値を強制的に 1.0 に設定。 |
| | | period | solver タグの submat が ON になっている場合、period に 1 回 subspace_rotation を行います。例えば period=3 のとき iteration(i) のうち、 $i=1,4,7,10,\dots$ が subspace rotation を行う対象になります。デフォルト値は 1。 |
| | | critical_ratio | 非対角項の要素の値(1 要素あたり)と対角項の要素の値(1 要素あたり)の比がいったん critical_ratio より小さくなった点に対しては、それ以後 subspace rotation を行いません。デフォルト値は 10^{-15} 。 |
| charge_mixing | | | 電荷混合法。(詳しくは 3.7 と 3.8 を参照) |
| | mixing_methods | | 電荷密度の混合法。 |
| | | method | 選択肢: { simple, broyden2, pulay } デフォルトは pulay |
| | | rmxs | 計算開始時の電荷密度を混ぜる割合 デフォルト値は 0.4 |
| | | rmxe | itr 回の更新の後に電荷密度を混ぜる割合。 デフォルト値は 0.4。rmxs の値のみが入力された場合には、rmxe にも同じ値を適用。 |
| | | itr | 電荷密度の混合比(rmx) を変化させる回数 |
| | | var | rmx を変化させる方法。選択肢: { linear, tanh } |
| | | prec | 前処理の有無。選択肢: { on, off } |
| | | istr | method が simple 以外の場合に、istr 回の更新後に、指定した方法で電荷を混ぜる |
| | | nbmix | 蓄えておくべき電荷密度データの回数を指定 |
| | | update | nbmix 回分用意されている電荷密度の配列を使い切った時の処理の選択肢。 選択肢: { anew, renew } anew はそれまでのデータを全て棄却して新規に開始。 renew は最も古いデータを最新のデータと入れ換える。 |
| | charge_preconditioning | | |
| | | amix | 前処理変数 a |

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|--|
| | | bmix | 前処理変数 b |
| structure_evolution | | | 構造緩和計算用ブロック識別子 |
| | | method | 選択肢 : {sd, quench, gdiis, bfgs, cg, cg2, velocity_verlet, temperature_control} |
| | | dt | 時間刻み幅 |
| | stress | | ストレス計算 |
| | | sw_stress | ストレス計算の有無。 選択肢 : {on,off} |
| | gdiis | | (GDIIS および BFGS を選択する場合のタグ) |
| | | initial_method | GDIIS (BFGS) へ移行する前に利用する最適化アルゴリズム。 選択肢 : {quench, cg, sd} デフォルト値は cg |
| | | gdiis_box_size | ここで指定するイオン座標更新回数分のデータを gdiis(bfgs)用配列に蓄える |
| | | gdiis_hownew | gdiis_box_size で指定した回数分のイオン座標のデータ配列を使い切った時の処理法の選択 選択肢 : {anew, renew} |
| | | c_forc2gdiis | GDIIS (BFGS) への切替えの判定条件 デフォルト値は 0.05 (hartree/bohr) |
| postprocessing | | | |
| | dos | | 状態密度の出力 |
| | | sw_dos | 状態密度出力の有無。 選択肢 : {on,off} |
| | | method | 選択肢 : {tetrahedral, Gaussian} |
| | | deltaE_dos | 状態密度出力のエネルギー精度 |
| | | variance | method が Gaussian の場合のガウス関数の分散 |
| | | nwd_dos_window_width | 出力時のエネルギー幅 ΔE を次式で指定 : $\Delta E = nwd_window_width \times deltaE_dos$ |
| | charge | | 電荷の出力 |
| | | sw_charge_rspace | 電荷出力の有無。 選択肢 : {on,off} |
| | | filetype | 電荷出力ファイルの形式 選択肢 : {cube, density_only} |
| | | title | 電荷の出力ファイルの見出し filetype = cube の時のみ有効 |
| printoutlevel | | | 標準出力への出力レベルの制御 0 : 出力なし 1 : 情報を出力 2 : デバッグ用の情報を出力 |
| | | base | 他の変数に入力値が指定されていない時は、この値がデフォルト |
| | | pulay | Pulay 電荷混合法 |
| | | timing | 時間指定情報 |
| | | solver | 電子状態解法 |
| | | evdff | 固有エネルギー差 |
| | | rmm | 残差最小化法 |
| | | snl | 非局所ポテンシャル |
| | | gdiis | GDIIS 法 |
| | | eigenvalue | 固有値 |
| | | spg | 空間群 |
| | | kp | k 点 |
| | | matdiagon | 行列対角法 |
| | | vlhxcq | ローカルポテンシャル |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | | totalcharge | 電子密度 |
| | | submat | 部分空間回転法 |
| | | strcfctr | 構造因子 |
| | | parallel | 並列化のための前処理の結果の出力制御 |
| | | input_file | 入力ファイル F_INP の解析結果の出力 |
| | | parallel_debug | 1 に設定するとゼロ番ノード以外のプロセスからも output00x_xxx といったファイルに出力を行う。 |
| | | jobstatus | 計算の進行状況を jobstatus00x に出力 |
| | jobstatus_option | | 状況ファイルの出力制御 |
| | | jobstatus_format | tag, tag_line, table が選択可能。既定値は tag です。 |
| | | jobstatus_series | ON または OFF |

3.3 全体的な計算条件設定 (Control)

計算をはじめから実行するのか継続計算を実施するのか、最大どれくらいの時間計算を継続するのか、など、計算全体に関わる条件の設定を `control` ブロックで行います。たとえば、以下のように記述します。

```
control{
  condition = initial
  cpumax = 1 day
  max_iteration = 1000000
}
```

`control` ブロックにおいては、次の変数を指定することができます。

| | |
|--------------------------------------|--|
| <code>condition</code> | 初期計算か継続計算かなどの指定です。"initial" とすると計算は始めから行われ、"continuation" とすると、波動関数、電荷密度分布などの計算結果を引き継いだ継続計算が行われます。また、"automatic" とすると継続計算に必要な複数のファイル（これらは、前のジョブが正常終了した場合には自動的に生成される）が存在する場合は "continuation"、存在しない場合は "initial" と設定したのと同じ動作をします。"preparation" を指定すると、前処理（使用配列の大きさの評価、k 点生成など）のみ行います。デフォルト値は "automatic" です。 ほかに、(収束した) 電荷密度分布を読み込んで、それを固定したまま波動関数のみを収束させる（バンド分散を計算する場合など）には、"fixed_charge", "fixed_charge_continuation", "fixed_charge_continuation" のいずれかを設定します。それぞれ、最初から計算するか、継続計算するか、自動判定するかの指定です。これらの "initial", "continuation", "automatic", "preparation", "fixed_charge", "fixed_charge_continuation", "fixed_charge_continuation" は、それぞれ、整数 0, 1, -1, -2, 2, 3, -3 で代用することができます。 |
| <code>cpumax</code> | PHASE 計算を実行する時間を、実数+単位、の組合せで指定します。ここで指定した時間を超えると、収束に達していなくても、継続計算用のファイルなどが出力され、計算が停止します。デフォルト値は 86400 s (1 日) です。単位は必須です。使える単位は、"sec", "s" (これは "sec" と同じ), "min", "hour", および "day" です。継続計算になる可能性がある場合には、ジョブの指定時間よりも小さな値に設定しておくのがよいでしょう（例えば、ジョブの制限値が 6 時間で、収束後の状態密度計算などの後処理がなければ、5.8 hour 程度に設定する）。 |
| <code>max_iteration</code> | SCF 計算の総イタレーション数の最大値を指定します。SCF 計算の総イタレーション数がここで指定した数に達すると継続計算用のファイルなどが出力され、計算が停止します。デフォルト値は 10000 です。 |
| <code>max_total_scf_iteration</code> | |
| <code>max_scf_iteration</code> | 構造緩和計算や分子動力学計算における各 MD ステップ内での電子状態の更新回数 (SCF イタレーション数) の最大値を指定します。例えば、構造緩和計算の最初期に構造が不安定で、電子状態に対する収束判定条件を満たすまで数百回に及ぶような大きな回数の SCF イタレーションが必要になることがあります。その場合には、SCF 計算を途中で打ち切って、力を計算してより安定な原子構造に更新してから、次の SCF 計算をすすめた方が有利になります。しかし、あまり小さな値 (10 程度) に設定すると、計算される力の誤差が大きくなり、逆に収束を難しくすることがあるので注意が必要です。正確な力の計算が重要な場合には使用しないでください。 |

3.4 計算精度の指定 (Accuracy)

3.4.1 カットオフエネルギー

カットオフエネルギーは平面波基底を利用した計算においては計算の信頼性を決める重要なパラメーターです。カットオフエネルギーは以下のように指定します。

```
accuracy{
  cutoff_wf = 25 Rydberg
}
```

```
cutoff_cd = 225 Rydberg
}
```

cutoff_wf 波動関数のカットオフエネルギーをエネルギーの単位で指定します。
cutoff_cd 電荷密度のカットオフエネルギーをエネルギーの単位で指定します。

カットオフエネルギーは十分な精度が得られる値を事前に勘案することが理想的ですが、以下のような指針も有用です。

- **cutoff_wf** はおおよそ 25 rydberg
- **cutoff_cd** は、ノルム保存型の擬ポテンシャルを利用している場合は **cutoff_wf** の 4 倍、そうでない場合は 9 倍

3.4.2 バンド数

バンド数は、以下のように **accuracy** ブロックの下の **num_bands** 変数によって指定します。

```
accuracy{
  num_bands = 12
}
```

num_bands バンド数

バンド数は、最低限価電子数の半分+1 は必要です。通常最低必要な数の 2 割程度多めの数を採用します。設定値が価電子数の半分に達しない場合には、自動的に設定が増やされます。またこの値を設定していない場合には自動的にバンド数が設定されます。

3.4.3 k 点サンプリングとスメアリング

カットオフエネルギーと同様に、**k** 点サンプリングも計算の信頼性を決める重要なパラメーターです。**k** 点サンプリングは、**accuracy** ブロックの下に **ksampling** ブロックを作成し、**ksampling** ブロックの下で設定を行います。たとえば下記のようになります。

```
accuracy{
  ksampling{
    method = monk
    mesh{
      nx=4
      ny=4
      nz=4
    }
  }
}
```

ksampling ブロックでは、下記の変数ブロックを定義することができます。

method **k** 点サンプリングの方法を選びます。**monk**, **mesh**, **file**, **gamma**, **directin** のいずれかです。**monk** は Monkhorst-Pack 法によるサンプリングで、通常推奨される方法であり、デフォルト値です。**mesh** は単純なメッシュで逆空間を分割します。四面体法により電荷密度分を構成する場合や状態密度の計算を行う場合にはこれを指定します。**file** はファイルから読み込みます。バンド分散をみるために対称線に沿って多くの **k** 点を入力する必要がある場合などに利用します。**gamma** を指定すると Γ 点のみをサンプリングします。充分大きな単位胞を使っていて、 Γ 点のみでも十分な精度が得られる場合には、これを指定します。**directin** は直接 **k** 点の組 (個数と座標) を指定します。いずれの方法でも、サンプリング **k** 点に Γ 点が含まれていて、系に反転対称中心がなければ (設定されていない場合)、 Γ 点の波動関数に関する計算は、この点の対称性を利用して他の **k** 点のものに比べて 3 倍程度高速に実行されます (後述のとおり、これを抑制する、つまり他の **k** 点と同じ演算法を適

用する手段もあります)。

mesh

逆空間の分割数を指定します。以下の変数が利用できます。

nx 1 番目の逆格子ベクトルの分割数を指定します。
ny 2 番目の逆格子ベクトルの分割数を指定します。
nz 3 番目の逆格子ベクトルの分割数を指定します。

スメアリングは、フェルミ準位付近の状態を“ぼやかす”操作です。これによって、フェルミ準位付近で状態を持つ金属系においても少ない **k** 点数で高い精度で計算ができるようになる場合があります。スメアリングは、以下のように **accuracy** ブロックの下の **smearing** ブロックにおいて指定します。

```
accuracy{
  smearing{
    method = parabolic
    width = 0.001 hartree
  }
}
```

smearing ブロックでは以下の変数を利用することができます。

method

スメアリングの方法を指定します。parabolic, tetrahedron, cold, improved_tetrahedron のいずれかを指定します。通常利用するのは parabolic で、ガウス関数によってフェルミ準位付近をぼやかします。tetrahedron と improved_tetrahedron は四面体法で、主に四面体法による状態密度計算を行う場合に利用します。cold は Cold スメアリングで、金属において有効とされている方法です。

width

スメアリングの幅をエネルギーの単位で指定します。デフォルト値は 0.001 hartree です。このタグは parabolic のときに有効です。tetrahedron の場合、“縮退していると見なされる準位間のエネルギー差の閾値”になります。

3.4.4 交換相関エネルギー

交換相関エネルギーは、LDA と GGA の 2 種類があります。LDA は LDAPW91, PZ、GGA は GGAPBE, RPBE, REVPBE が利用できます。

```
accuracy{
  xctype = ggapbe
}
```

xctype

交換相関エネルギー(LDA, GGA)

LDA : LDAPW91, PZ

GGA : GGAPBE, RPBE, REVPBE

3.4.5 収束判定

収束判定は、電子状態計算の収束判定と構造最適化の際の原子に働く力の収束判定の 2 種類があります。以下のように指定します。

```
accuracy{
  scf_convergence{
    delta_total_energy = 1.0E-8 Hartree
    succession = 3
  }
  force_convergence{
    max_force = 2.0E-4 Hartree/Bohr
  }
}
```

収束判定に関わるブロック/変数は以下の通りです。

| | |
|---------------------------------|---|
| <code>scf_convergence</code> | SCF 計算の収束判定を指定するブロックです。 |
| <code>delta_total_energy</code> | 全エネルギーの差の閾値をエネルギーの単位で指定します。現在の全エネルギーと 1 ステップ前のエネルギーの差がここで指定した値よりも小さい場合収束判定を満たしたとみなされます。デフォルト値は $1e-9$ です。 |
| <code>succession</code> | <code>delta_total_energy</code> を何回連続でみたせば最終的に収束したと見なすかを指定します。ここで指定した値の回数連続で収束判定を満たせば収束が得られたと判定されます。デフォルト値は 2 です。 |
| <code>force_convergence</code> | 原子に働く力の最大値に関する閾値を設定するブロックです。 |
| <code>max_force</code> | 原子に働く力の最大値の閾値を力の単位で指定します。デフォルト値は $1e-3$ です。 |

3.4.6 初期波動関数と初期電荷密度

初期波動関数と初期電荷密度の設定を適切に行うと、電子状態計算を少ない回数で収束させることができます。初期波動関数および初期電荷密度は、以下のように設定することができます。

```
accuracy{
  initial_wavefunctions = atomic_orbitals
  initial_charge_density = atomic_charge_density
  matrix_diagon{
    cutoff_wf = 5 rydberg
  }
}
```

初期波動関数および初期電荷密度の設定に関わるブロック/変数は下記の通りです。

| | |
|-------------------------------------|--|
| <code>initial_wavefunctions</code> | 初期波動関数の設定方法を指定します。 <code>random_numbers</code> , <code>matrix_diagon</code> , <code>file</code> , <code>atomic_orbitals</code> を選択することができます。 <code>random_numbers</code> は乱数による初期化です。 <code>matrix_diagon</code> は行列対角化によってもとめます。この際、初期波動関数作成時にのみ利用するカットオフエネルギーを採用することもできます。その指定方法は後述の <code>matrix_diagon</code> ブロックにおいて行います。 <code>file</code> は、波動関数ファイルから読み込みます。すでにある程度収束した波動関数データファイルを持っている場合はこのオプションを指定し、読み込ませることができます。 <code>atomic_orbitals</code> は、擬ポテンシャルファイルに記録された原子軌道データをもとに初期化を行います。デフォルト値は <code>random_numbers</code> です。 |
| <code>initial_charge_density</code> | 初期電荷密度の設定方法を指定します。 <code>Gauss</code> , <code>file</code> , <code>atomic_charge_density</code> のいずれかを選択することができます。 <code>Gauss</code> は原子を中心とした単純なガウス関数による初期化です。 <code>file</code> はファイルから読み込みます。すでにある程度収束した電荷密度データファイルを持っている場合はこのオプションを選択し、読み込ませることができます。 <code>atomic_charge_density</code> は擬ポテンシャルファイルに記録された原子の電荷密度をもとに初期化を行います。デフォルト値は <code>Gauss</code> です。 |
| <code>matrix_diagon</code> | <code>initial_wavefunctions</code> に <code>matrix_diagon</code> を指定している場合に、その振る舞いを制御するためのブロックです。 |
| <code>cutoff_wf</code> | 初期波動関数作成時に利用するカットオフエネルギーの値を指定します。デフォルト値は、通常のカットオフエネルギーの半分です。 |

3.4.7 実空間法

PHASE は、非局所ポテンシャルの演算を逆空間で実行しますが、これを実空間で行わせることも可能です。この機能を利用するためには、以下のように設定します。

```
accuracy{
  nonlocal_potential{
    sw rspace = on
  }
}
```

```

    r0_factor = 1.9
  }
}

```

実空間法は、文献[1]および[2]の方法で実現されています。逆空間法はその演算量が $O(N^3)$ であるのに対し実空間法は $O(N^2)$ なので、大きな系においては実空間法の方が有利となります。ただし、逆空間法では厳密解が得られるのに対し、実空間法は近似解しか得られない点には注意が必要です。nonlocal_potential ブロックでは以下のような設定を施すことが可能です。

| | |
|------------------------|--|
| sw_rspace | 実空間法を利用するかどうかを指定します。デフォルト値は off です。 |
| projector_optimization | 実空間法を適用するためにはプロジェクターの最適化を行う必要がありますが、その方法を指定します。このパラメーターに prefitting を指定すると[1]の方法で、mask_function を指定すると文献[2]の方法でこの最適化が行われます。デフォルト値は mask_function です。 |
| r0_factor | 「最適化されたプロジェクター」のおよぶ範囲を、もとのプロジェクターの何倍にするかを指定する実数。デフォルト値は 1.9。 |

- [1] R. D. King-Smith, M. C. Payne, and J. S. Lin, “Real-space implementation of nonlocal pseudopotentials for first-principles total-energy calculations”, Physical Review B **44** 13063 (1991).
- [2] Lin-Wang Wang, “Mask-function real-space implementations of nonlocal pseudopotentials”, Physical Review B **64** 201107 (2001).

3.5 原子構造 (Structure)

計算に利用するモデルの指定は、structure ブロックの下で行います。たとえば、以下のようになります。

```

structure{
  unit_cell_type = Bravais
  unit_cell{
    #units angstrom
    a_vector = 4.914100000 0.000000000 0.000000000
    b_vector = -2.457050000 4.255735437 0.000000000
    c_vector = 0.000000000 0.000000000 5.406000000
  }
  atom_list{
    coordinate_system = Internal
    atoms{
      #units angstrom
      #tag element rx ry rz
      O 0.413100000054 0.145400000108 0.118930000000
      O 0.854599999943 0.267699999886 0.452263333333
      O 0.732300000003 0.586900000006 0.785596666667
      O 0.267699999946 0.854599999892 0.547736666667
      O 0.145399999997 0.413099999994 0.881070000000
      O 0.586899999939 0.732299999879 0.214403333333
      Si 0.530000000000 0.000000000000 0.333333000000
      Si -0.000000000072 0.529999999857 0.666666333333
      Si 0.469999999954 0.469999999908 0.999999666667
    }
  }
  element_list{
    #tag element atomicnumber mass zeta deviation
    O 8 29164.9435 * *
    Si 14 51196.4212 * *
  }
  symmetry{
    method = automatic
  }
}

```

```
        sw_inversion = off
    }
}
```

3.5.1 ユニットセル

unit_cell_type 単位胞の指定方法を設定しています。prmitive か bravais を指定することができます。デフォルト値は bravais です。後述するように、単位胞を格子定数で指定する場合はこの変数を bravais とする必要があります。また、bravais を指定している場合、symmetry ブロックの下の tspace ブロックにおいて定義できる lattice_system 変数によって格子を変換させることが可能です。lattice_system 変数についてはあとの説明も参照してください。

unit_cell 単位胞を指定するブロックです。セルベクトルを指定する方法と格子定数を指定する方法があります。格子定数によって指定する方法は、unit_cell_type が bravais の場合のみ有効です。

- セルベクトルを指定する方法

この方法を利用する場合、ベクトル型データを利用して以下のように記述します

```
unit_cell{
    #units angstrom
    a_vector = a1 a2 a3
    b_vector = b1 b2 b3
    c_vector = c1 c2 c3
}
```

a_vector, b_vector, c_vector によってそれぞれa軸, b軸, c軸をベクトルで指定します。この指定方法の場合、長さの単位はブロック単位で指定する方法のみ利用できる点に 注意してください。この例では、unit_cell ブロックの先頭に#units angstrom とすることによって長さの単位を Å単位に変更しています。

- 格子定数によって指定する方法

この方法を利用する場合、以下のように記述します。

```
unit_cell{
    a = a0
    b = b0
    c = c0
    alpha = alpha0
    beta = beta0
    gamma = gamma0
}
```

a, b, c, alpha, beta, gamma という変数を利用することによってそれぞれ格子定数a, b, c, α , β , γ を指定します。この方法で指定すると、セルベクトルは計算開始時に以下のような“下三角”形式で定義されるようになります。

```
a_vector = a1 0.0 0.0
b_vector = b1 b2 0.0
c_vector = c1 c2 c3
```

3.5.2 原子座標

atom_list 各原子の座標値の指定などを行うブロックです。以下の変数/ブロックを定義することができます。

coordinate_system 原子座標を、カルテシアン座標によって定義するかフラクショナル座標によって定義するかを指定します。internal とするとフラクショナル座標によって、cartesian とするとカルテシアン座標によって指定します。デフォルト値は internal です。

atoms 実際に各原子の座標値を指定する表形式データを記述します。代表的な属性値は以下の通りです。

element 元素名を指定します。元素名は、後述の'element_list'において定義されてい

| | |
|--------|--|
| | る必要があります。 |
| rx | x座標を指定します。 |
| ry | y座標を指定します。 |
| rz | z座標を指定します。 |
| mobile | 構造最適化や分子動力学シミュレーションにおいてこの原子が“可動か否か”を指定する真偽値です。可動にしたい場合 on とします。デフォルト値は off です。 |
| weight | “重み”を設定します。この属性値に 2 という値を与えた場合、原点を中心とした反転対称の位置にコピー原子を配置します。デフォルト値は 1 です。 |

3.5.3 原子種の指定

| | |
|--------------|--|
| element_list | 元素情報を指定するための表形式データを記述するブロックです。代表的な属性値は以下の通り。 |
| element | 元素名を指定します。指定は必須です。 |
| atomicnumber | 原子番号を指定します。指定は必須です。 |
| mass | 質量を指定します。 |
| zeta | スピンを考慮している場合の、初期スピン分極の値を設定します。 |
| qex | 電子を追加/削減する場合に指定します。 |

擬ポテンシャルファイルは、file_names.data ファイルにおいて、ファイルポインターF_POT(n) によって指定します。ここで n は入力における元素指定の順序に対応する整数です。たとえば、以下の要領で Si と O の元素指定が入力ファイルにおいて成されていて、

```
structure{
  ...
  ...
  element_list{
    #tag element atomicnumber mass zeta deviation
    O 8 29164.9435 * *
    Si 14 51196.4212 * *
  }
}
```

対応する擬ポテンシャルファイルが Si が Si_ggapbe_nc_01.pp, O が O_ggapbe_us_01.pp だった場合、file_names.data を以下のように記述します。

```
&fnames
F_INP='./nfinp.data'
F_POT(1)='./Si_ggapbe_nc_01.pp'
F_POT(2)='./O_ggapbe_us_01.pp'
/
```

擬ポテンシャルファイルの指定は、交換相関ポテンシャルの計算方法の指定にも対応しています。公開している擬ポテンシャルファイルの交換相関ポテンシャルの計算方法は ggapbe か ldapw91 のいずれかですが、どちらなのかはファイル名から判定することができます。すなわち、ggapbe あるいは ldapw91 という文字列が擬ポテンシャルファイルのファイル名に含まれています。なお、ggapbe と ldapw91 を混在させた計算を行うことはできませんのでご注意ください。また、利用できる原子種は 16 種類までです。

電子を追加/削除したい場合の設定もここでいきます。qex パラメーターに追加したい削除したい電子数を指定します。たとえば、以下のように指定します。


```

structure{
  ...
  ...
  element_list{
    #tag element atomicnumber mass zeta deviation qex
      O 8 29164.9435 * * +1
      Si 14 51196.4212 * * 0
  }
}

```

追加しているのは電子なので、1つ追加すると電荷としては1減る点に注意が必要です。指定は原子種に対して行いますが、実際は系全体におよぶ設定です。つまり、単位格子に例えば4つのO原子が含まれる場合、初期電荷密度分布を用意する際、各O原子に-1/4の余分な電荷を分配します。SCF計算がすすむに従って各原子に分配される余剰電荷は変化します。具体的には波動関数から電荷密度をつくるときに余剰電子1個分を含むようにフェルミレベルを調整します。また、Ewaldエネルギーはこの余剰電荷を打ち消すように背景に一樣電荷分布をおいた状態にして計算します。

3.5.4 系全体への電荷の付加

系に付加する電荷については、qex以外にも、additional_chargeによる指定も可能です。additional_chargeで指定する数字が、正の場合は正電荷、負の場合は負電荷（電子）を付け加えます。原子種ごとに電荷を付け加えるqexとは異なり、系全体に電荷を付け加えます。なお、Ewaldエネルギーはこの余剰電荷を打ち消すように背景に一樣電荷分布をおいた状態にして計算します。

下記の例では、系に-1.0の電荷、すなわち1個の電子を付け加えます。

例：additional_chargeの使用例

```

structure{
  charged_state{
    additional_charge = -1.0d0
  }
}

```

3.5.5 磁気モーメントの初期値の指定

原子種の初期磁気モーメント（分極）については、3.5.3. 原子種の指定でのzeta以外にも、momentによる指定も可能です。単位はボーア磁子 [μ_B] です。なお、momentによる指定を行うと、プログラム内部で自動的にzeta値に変換されます。

下記の例では、Cr1及びCr2の初期磁気モーメントに、それぞれ $3\mu_B$ 及び $-3\mu_B$ が設定されます。

例：momentによる初期磁気モーメントの指定

```

structure{
  element_list {
    #tag element atomicnumber moment
      Cr1      24      3.0
      Cr2      24     -3.0
      O 8
  }
}

```

3.5.6 対称性の指定

symmetry 系の対称性を指定するブロックです。対称性を利用することによって、計算量を大幅に減ら

| | |
|----------------|---|
| method | <p>すことができる場合があります。以下のブロック/変数を利用することができます。</p> <p>対称性指定の方法を指定します。 manual と automatic を選ぶことができます。 manual を選択すると、生成元を直接入力することによって対称性を指定することができます。 automatic を選択すると、 PHASE が指定のモデルから自動的に対称性を検知し、計算に反映させます。デフォルト値は manual です。</p> |
| sw_inversion | <p>系に反転対称性が存在する場合に、それを活用して計算量を減らすかどうかを指定する真偽値です。 on の場合反転対称性を利用します。反転対称性の中心は原点(0,0,0)です。このオプションは反転対称性のある系の計算を行う場合は有効にすることが推奨されますが、反転対称性のない系で有効にすると前処理で検知し、終了するのでご注意ください。</p> |
| tspace | <p>TSPACE を利用して生成元を直接指定するためのブロックです。以下の設定を行います。</p> |
| lattice_system | <p>unit_cell_type が bravais の場合に、“格子の型”を指定します。 選択肢は facecentered, bodycentered, basecentered, rhombohedral です。この変数を指定すると、指定に応じて格子が変換されます。このそれぞれがどのように格子を変換するかについては表 5 を参照してください。この変数を利用することによって、入力ファイルでは指定のしやすいブラベー格子で単位胞を指定しつつ、実際の計算は負荷の少ない基本格子で実行することが可能となります。 lattice_system 変数を利用して格子を変換させる場合、変換されるのは単位胞のみです。したがって、原子配置の定義などは基本格子の場合の定義の仕方を採用してください。たとえば、面心立方格子の計算を行う場合面心位置の原子は指定せず、原点の原子のみ指定するようにしてください。また、<i>k</i>点サンプリングは変換後の格子に合わせて設定してください。</p> |
| generators | <p>生成元を指定するテーブルです。生成元は、3 つまでしか定義できないという制約があります。このテーブルでどのように生成元を指定するかについては 4.2 を参照してください。</p> |

3.6 波動関数ソルバー (Wavefunction_Solver)

3.6.1 PHASE における計算フロー

PHASE における計算フローを図 3.1 に示します。

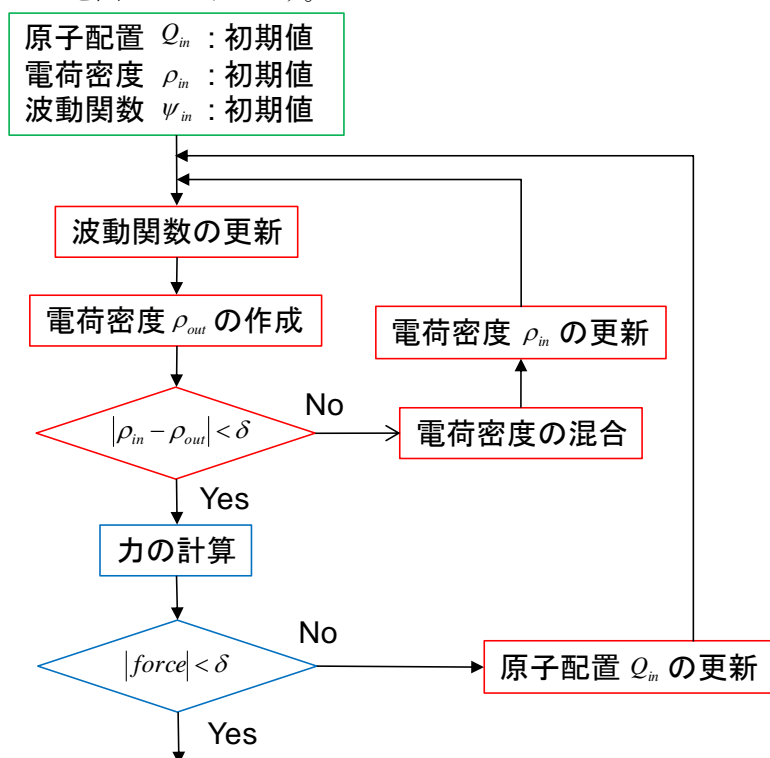


図 3.1 PHASE における計算フロー

波動関数の更新の過程で、Kohn-Sham 方程式

$$(H_{KS}(\rho_{inp}) - \epsilon_i)\psi_i = 0,$$

を解いています。

ある試行の波動関数が与えられ、

$$\Delta_i = (H_{KS}(\rho_{inp}) - \epsilon_i)\psi_i$$

の演算を繰り返し行うことにより、(1)式の解が得られることになります。その際、 Δ_i はエネルギー ϵ の波動関数 ψ に対する勾配と解釈する事ができるので、この勾配が 0 に近づくように波動関数が更新されます。フローチャート図 1 中の電荷密度の作成の過程では、更新した波動関数から、新しい電荷密度 ρ が、以下の処方で与えられます。

$$\rho_{out} = 2 \sum_{occ.} |\psi_i|^2,$$

図中の内側のループでは、入力 ρ_{inp} と新しい ρ_{out} が一致するまで計算が行われます。この作業は SCF(自己無動着場)計算と呼ばれています。外側のループでは、与えられた原子配置に対して力の計算が行われ、この力が 0(閾値以下)になるような原子配置に到達するまで、計算が続行されます。

3.6.2 波動関数ソルバー

SCF 計算において、「波動関数ソルバー」によって波動関数の更新を繰り返していきます。

波動関数ソルバーは、`wavefunction_solver` ブロックで指定します。

```
wavefunction_solver{
  solvers{
    #tag sol      till_n prec cmix submat
    pdavidson 2   on 1   on
```

```

    rmm3      -1      on      1      on
  }
  rmm{
    edelta_change_to_rmm = 1e-3
  }
}

```

wavefunction_solver ブロックで利用できるブロック/変数は以下の通りです。

| | |
|-----------------------------|--|
| solvers | どの波動関数ソルバーを、どのタイミングで適用するかを設定する重要なテーブルです。以下の属性値を利用することができます。 |
| sol | 利用するソルバーのアルゴリズムを指定します。msd, lm+msd, cg, pkosugi, pdavidson, rmm3 から選択します。msd は、修正再急降下法です。1SCF あたりの計算負荷は最も軽い手法ですが、この手法のみで収束を得るのは困難です。主に初期波動関数に対して利用します。lm+msd は msd 法に次元探索を備えた手法です。1 回あたりの計算負荷は比較的軽い手法で、msd 法と比較して収束の速い手法です。cg 法は共役勾配法です。計算負荷は lm+msd よりも多いですが、収束性は良い場合が多いです。davidson 法は、1 回あたりの計算負荷は高いですが信頼性の高い手法です。pkosugi, pdavidson は davidson 法を並列化した手法であり、通常は davidson 法よりも推奨されます。rmm3 法は 1 回あたりの計算負荷は Davidson 法よりも軽く、信頼性も Davidson 法に劣らない場合の多い手法です。ただし、ランダムな波動関数に適用すると正しい解へ収束しない場合があるので、rmm3 法を利用する場合は他のソルバーである程度波動関数を収束させてから移行する設定にする必要があります。 |
| till_n | SCF 計算の何ステップ目まで sol を適用するかを指定します。上の例では、till_n 値は、pdavidson は 2 なので 2 回目まで使用する設定となっています (ただし後述の edelta_change_to_rmm で指定する条件を満たさない限り 2 回目以降も pdavidson が利用され続けます)。負の数を指定すると収束するまでそのソルバーを使い続けます。したがって、rmm3 は最後まで利用される設定となっています。 |
| prec | 前処理の有無を真偽値で指定します。デフォルト値は on で、通常変更する必要はありません。 |
| cmix | 採用する電荷密度混合法を指定します。電荷密度混合法については 3 において解説します。 |
| submat | 部分空間対角化を行うかどうかを真偽値で指定します。デフォルト値は on で、通常変更する必要はありません。 |
| davidson | davidson 法の詳細な振る舞いを設定したい場合に利用するブロックです。以下の変数を利用することができます。 |
| max_subspace_size | davidson 法で利用する部分空間の最大サイズを指定します。デフォルト値はバンド数の 4 倍です。 |
| ndavid | davidson 法はすこしずつ部分空間を拡大しながら波動関数を更新しますが、その回数を指定する変数です。デフォルト値は 5 です。 |
| rmm edelta_change_to_rmm | rmm 法の詳細な振る舞いを設定したい場合に利用するブロックです。rmm 法は、ある程度収束した波動関数に適用しないと正しく動作しない場合があります。そこで、ここで指定した値よりも全エネルギーがよくなった時点で rmm 法へ移行します。 |
| line_minimization | lm+msd 法や cg 法は 1 次元探索を行い、最適なきざみ幅をもとめます。その 1 次元探索の詳細設定を行うブロックです。 |
| dt_lower_critical | 1 次元探索の下限の刻み幅を指定します。デフォルト値は 0.1 です。 |
| dt_upper_critical | 1 次元探索の上限の刻み幅を指定します。デフォルト値は 2.0 です。 |

3.7 電荷密度混合法 (Charge_Mixing)

3.7.1 電荷密度混合法

SCF 計算において、前回の SCF ステップで得られた電荷密度を一定程度混合することによって計算を進行させます。ここでは、この“電荷密度の混合法”について説明します。電荷密度混合法の設定は、下記のように charge mixing ブロックで指定します。

```
charge_mixing{
  mixing_methods{
    #tag method rmxs rmxe prec istr nbmix
    pulay 0.4 0.4 on 3 15
  }
  charge_preconditioning{
    amix = 0.9
    bmix = -1
  }
}
```

charge mixing ブロックにおいては、以下のブロック変数を利用して電荷密度混合法を設定します。

| | |
|------------------------|--|
| mixing_methods | 電荷密度混合法を指定するためのテーブルです。電荷密度混合法はいくつでも定義することができます。実際に使用する混合法は、前節の solvers テーブルの cmix 属性値によって指定します。cmix 属性値では、利用したい電荷密度混合法を 1 始まりの定義順で指定します。このテーブルは、以下の属性値をもちます。 |
| method | 電荷密度混合のアルゴリズムを選びます。simple, broyden2, pulay のいずれかを選択することができます。simple は単純混合法です。broyden2 は Broyden の 2 番目の方法、pulay は Pulay による RMM-DIIS 法です。broyden2 法と pulay 法は、いずれも準ニュートン法の一つです。 |
| rmxs | “混合比”の初期値を指定します。 |
| rmxe | “混合比”の最終値を指定します。 |
| prec | 前処理の有無を真偽値で指定します。通常 on にします。 |
| istr | broyden2 および pulay を選択している場合でも、最初の数ステップは simple 法を利用します。この属性値で、この simple 法を利用するステップ数を指定します。 |
| nbmix | broyden2 および pulay を選択している場合、過去の電荷密度の履歴を利用します。その履歴の大きさを指定します。 |
| charge_preconditioning | 前処理の係数を設定します。前処理が有効の場合には、次の式を使って、G の成分毎の混合比を変えます。 $\rho_{new}(G) \leftarrow (1 - f(G))\rho_{old}(G) + f(G)\rho_{new}(G),$ $f(G) = \frac{rmx * amix}{1 + \left(\frac{G_0^2}{G^2}\right)}$ $G_0 = bmix * G_{min}$ ここで G_{min} は、原点以外の G の最小値を指します。この式の amix および bmix というパラメーターを、同名の変数によってこのブロックの下で設定することができます。ただし、通常デフォルト値が推奨されます。 |
| amix | |
| bmix | |

3.7.2 収束を加速させるテクニック

ここでは、SCF 計算がなかなか収束しない場合について試すことのできるテクニックを紹介します。

(1) 部分空間対角化

部分空間対角化の有効/無効の設定は、変数 `submat` によって制御することができます。

```
wavefunction_solver{
  solvers{
    #tag      sol      till_n  dts  dte  itr  var      prec  cmix  submat
           lmMSD    -1      0.2  1.0  40   linear  on     1     on
  }
}
```

部分空間対角化の適用を、波動関数を更新する前に適用するか後に適用するかによって収束の振る舞い変化します。これは、特に RMM 法を利用している場合に大きな影響を与えます。デフォルトの振る舞いでは波動関数更新前に部分空間対角化が適用されますが、波動関数更新後にする場合には以下のように変数 `before_renewal` を off とします（経験的には、`before_renewal=on` の方が収束性がよい場合が多いです）。

```
wavefunction_solver{
  solvers{
    #tag      sol      till_n  dts  dte  itr  var      prec  cmix  submat
           lmMSD    -1      0.2  1.0  40   linear  on     1     on
  }
  submat{
    before_renewal=off
  }
}
```

また、部分空間対角化はバンド数が多い方がより有効に作用します。バンド数を増やせばそれだけ計算量も増えますが、この効果によって全体の計算時間は短くなる場合もあります。

(2) SCF 計算をある回数で打ち切る方法

初期の原子配置が安定な原子配置から遠い場合、SCF 計算を収束させるのに多くの繰り返し計算が必要となる場合があります。このような場合は、たとえ電子状態が十分に収束していなくても構造最適化をすすめることによって結果的に正しい解へより少ない計算時間で到達することができる場合があります。そこで、入力指定の収束条件を満たしていなくても収束したとみなし、構造最適化を進める機能が PHASE には備わっています。この機能を利用するためには、`control` ブロックの下で `max_scf_iteration` 変数を設定します。

```
control{
  ...
  max_scf_iteration = 50
}
```

この例では、50 回の SCF 計算を行っても収束判定を満たせなかった場合、その時点で至っている電子状態を利用して原子間力を計算し、構造最適化を進行させます。

(3) 電荷密度の差の混合比を変更する方法

スピンを考慮している場合、電荷密度混合は全電荷とスピン電荷密度（アップスピンの電荷密度とダウンスピンの電荷密度の差）に分離して混合します。全電荷とスピン電荷の混合比をそれぞれ違う値に設定することが可能です。このような設定を行うには、下記の要領で `spin_density_mixfactor` 変数を定義します。

```
charge_mixing{
  spin_density_mixfactor = 4
  mixing methods{
```

```
#tag  no method  rmxs  rmxe  prec  istr  nbmix  update
      1  broyden2  0.1  0.1  on  3  15  renew
}
}
```

この例の場合、`spin density mixfactor` は 4 であり、電荷密度の差の混合比は $0.1 \times 4 = 0.4$ という値が採用されます。全電荷とスピン電荷を混合するのではなくアップスピンの電荷密度とダウンスピンの電荷密度を直接混合する場合、以下の要領で `sw recomposing` 変数に `off` を設定します。

```
charge_mixing{
  sw_recomposing = off
  ...
}
```

(4) スピン電荷密度の混合に利用するアルゴリズムを変更する

スピン電荷密度に対して、強制的に単純混合法を採用することも可能です。このような設定は、以下のように `spin density` ブロックを作成し、`sw force simple mixing` 変数を定義しその値を `on` とします。

```
charge_mixing{
  sw_recomposing=on
  spin_density_mixfactor = 4
  mixing_methods{
    #tag  no method  rmxs  rmxe  prec  istr  nbmix  update
      1  broyden2  0.1  0.1  on  3  15  renew
  }
  spin_density{
    sw_force_simple_mixing = on
  }
}
```

(5) スピンを固定する方法

一定の間スピンを固定して `SCF` 計算を行うと収束性が改善する場合があります。この設定は、下記の要領で `structure` ブロックの下に `ferromagnetic_state` ブロックを作成し行います

```
structure{
  ...
  ferromagnetic_state{
    sw_fix_total_spin = on
    spin_fix_period = INITIALLY
    total_spin = 1.0
  }
  ...
}
```

`ferromagnetic_state` ブロックでは以下の変数を利用することができます。

| | |
|--------------------------------|--|
| <code>sw_fix_total_spin</code> | “on”とした場合、スピンを固定した計算を行います。 |
| <code>spin_fix_period</code> | スピン固定の方法を指定します。“INITIALLY”と指定した場合、SCF 計算の初期は固定し、すこしづつ拘束を外していきます。“WHOLE”と指定した場合、計算終了までスピンを固定します。整数を指定した場合、その回数だけ固定しあとは通常の計算を行います。 |
| <code>total_spin</code> | アップスピンとダウンスピンの差を指定します。単位胞全体の値を指定してください。 |

(6) 欠損電荷を混合する方法

PAW 法を利用している場合、欠損電荷の混合が行われます。DFT+U 法を利用している場合、占有行列の混合が行われますが、これも実質上は欠損電荷の混合をおこなっていることと同等です。この混合に対して通常の電荷密度と同様のアルゴリズムで混合させるには、以下のように `charge_mixing` ブロックに `sw_mix_charge_hardpart` 変数を定義し、その値を `on` にします。

```
charge_density{
```

```

...
sw_mix_charge_hardpart = on
...
}

```

このように設定することによって、PAW 法および DFT+U 法利用時の収束性が向上する場合があります。PAW 法と DFT+U 法を利用する場合は、このパラメーターのデフォルト値は on です。

3.8 波動関数ソルバーおよび電荷密度混合法の自動設定

PHASE に搭載されている波動関数ソルバーには、MSD 法、lm+MSD 法、Davidson 法、CG 法、RMM 法、直接対角化法などの基本ソルバーと補助ソルバーとしての subspace rotation があります。さらに、電荷密度混合法として単純混合法、Pulay 法、Broyden による 2 番目の方法などを搭載しています。これらを、問題に応じて適切に組み合わせることによって高速な収束が期待できます。しかし、このように問題に応じて適切に組み合わせるのは非常に手間がかかる作業です。そこで、PHASE には、適切な波動関数ソルバーや電荷密度混合法をプログラムが自動的に選択する機能があります。この機能は、様々な系に対し収束させることができるようになっていますが、もしなかなか収束させられない場合は、手動で波動関数ソルバーや電荷密度ミキサーの設定を行ってください。

「ソルバーセット」は、利用したい計算機能や並列数、バンド数などに応じて自動的に適切なものが採用される仕組みになっているので、利用にあたって特に気にする必要はありません。この自動選択機能は、波動関数に関しては wavefunction_solver ブロックの下の solvers ブロックが、電荷密度に関しては charge_mixing ブロックの下の mixing_methods ブロックが存在しない場合に有効となるので、本機能を利用したい場合は上述の設定を削除するかコメントアウトしてください。wavefunction_solver ブロックは存在していても構わないので、ソルバーに関する詳細設定が必要な場合は対応するサブブロックにおいて行います。たとえば、本機能を利用しつつ rmm ソルバーは収束が 10^{-6} hartree よりもよくなったタイミングで利用したい場合は、以下のような記述を行います。

```

wavefunction_solver{
  rmm{
    edelta_charnge_to_rmm = 1e-6 hartree
  }
}

```

また、本機能の関連機能として、利用したい電荷密度混合法が 1 種類のみの場合、以下の簡易表記が利用可能となっています。

```

charge_mixing{
  method = pulay
  rmx = 0.2
  istr = 4
  nbxmix = 10
}

```

各変数は、以下のような意味を持ちます。

| | |
|--------|---|
| method | 電荷密度混合の手法を選択します。simple, broyden2, pulay のいずれかが有効。simple は単純混合法、broyden2 法は Broyden による 2 番目の方法、pulay 法は Pulay による DIIS 法です。デフォルト値は pulay。 |
| rmx | 混合比を指定します。デフォルト値は 0.4 (スピンを考慮していない場合)、0.1 (スピンを考慮している場合) |
| istr | broyden2 法ないし pulay 法を採用している場合に、はじめ何回を simple 法で混合するかを指定します。デフォルト値は 3 (スピンを考慮していない場合)、5 (スピンを考慮している場合) |
| nbxmix | broyden2 法ないし pulay 法を採用している場合に、電荷密度の履歴を保持しておく回数を指定しま |

す。デフォルト値は15(スピンを考慮していない場合),5(スピンを考慮している場合).

3.9 構造最適化 (Structure_evolution)

構造最適化、分子動力学法計算に関するパラメータは、`structure_evolution` ブロックで指定します。

3.9.1 構造最適化

`structure_evolution` ブロックに、構造最適化の設定をします。

```
...
structure_evolution{
  method = quench
  dt = 50
  ...
}
...
```

method 構造緩和の方法を指定します。構造緩和のオプションとして、`quench` (quenched MD 法), `cg` (CG 法), `cg2` 法 (改良 CG 法), `gdiis` (GDIIS 法), `bfgs` (BFGS 法) のいずれかが選べます。デフォルト値は `bfgs` です。

dt 構造緩和を行う際の時間刻みです。大きい方が早く収束へいたりしますが、大きすぎると計算を正しく進行させることができなくなる場合があります。デフォルト値は原子単位で 100 です。

GDIIS 法あるいは BFGS 法は原子に働く力が大きい場合安定に計算できない場合があるので、力が大きい内は quenched MD 法か CG 法を利用し、ある程度力が小さくなってから GDIIS(BFGS)法に切り替える、という動作をします。GDIIS(BFGS)に切り替える前の最適化手法と切り替えの判定条件は、それぞれ変数 `initial method` と `c_forc2gdiis` を利用して次のように設定します。

```
...
structure_evolution{
  method = gdiis
  dt = 50
  gdiis{
    initial_method = cg
    c_forc2gdiis = 0.0025 hartree/bohr
  }
}
...
```

ブロック名は、GDIIS, BFGS 共通で `gdiis` です。デフォルト値は `initial_method` が `cg`, `c_forc2gdiis` が `0.05 hartree/bohr` です。

| | |
|-----------------------|--|
| gdiis | GDIIS および BFGS を選択する場合のタグ |
| initial_method | GDIIS (BFGS) へ移行する前に利用する最適化アルゴリズム。選択肢: { <code>quench</code> , <code>cg</code> , <code>sd</code> } デフォルト値は <code>cg</code> |
| gdiis_box_size | ここで指定するイオン座標更新回数分のデータを <code>gdiis(bfgs)</code> 用配列に蓄える |
| gdiis_hownew | <code>gdiis_box_size</code> で指定した回数分のイオン座標のデータ配列を使い切った時の処理法の選択 選択肢: { <code>anew</code> , <code>renew</code> } |
| c_forc2gdiis | GDIIS (BFGS) への切替えの判定条件 デフォルト値は <code>0.05 (hartree/bohr)</code> |

3.9.2 分子動力学法計算

分子動力学法計算に関するパラメータは、`structure_evolution` ブロックで指定します。

```
structure_evolution{
  method = velocity_verlet
  dt = 100
}
```

| | |
|-------------------------|---|
| <code>method</code> | 原子座標の更新方法を指定する。分子動力学シミュレーションの場合、 <code>velocity_verlet</code> (エネルギー一定の分子動力学シミュレーション) <code>temperature_control</code> (Nosé-Hoover 熱浴による温度一定の分子動力学シミュレーション) <code>velocity_scaling</code> (速度スケールリングによる温度一定の分子動力学シミュレーション)のいずれか |
| <code>dt</code> | 時間刻みを指定する。 デフォルト値は 100 au (約 2.4 fs) |
| <code>thermostat</code> | 熱浴を定義するブロック。 |
| <code>temp</code> | 温度を指定する。 |
| <code>qmass</code> | 熱浴の質量を指定する。 |
| <code>tdamp</code> | 熱浴、熱浴の“周期”を指定する。ここで指定された周期から逆算して熱浴の質量がもとまる。 <code>qmass</code> と <code>tdamp</code> が混在する場合、 <code>qmass</code> の指定が優先される。 |

3.9.3 構造更新時の電荷密度、波動関数の予測更新 (収束性の向上)

PHASE には、構造最適化や分子動力学シミュレーションを行っている際に、波動関数や電荷密度を原子配置の変化に合わせて“補外”することによって収束性を向上させる機能が備わっています。補外は、文献[1]で紹介されている方法によって行っています。

この機能を利用するには、`structure_evolution` ブロックに `predictor` ブロックを作成し、そこで本機能に関する設定を行います。

```
structure_evolution{
  predictor{
    sw_charge_predictor = on
    sw_extrapolate_charge = on
    sw_wf_predictor = on
  }
}
```

`predictor` ブロックで定義できる変数です。

| | |
|------------------------------------|---|
| <code>predictor</code> | |
| <code>sw_charge_predictor</code> | 電荷の予測を行うかどうかを指定するスイッチ。デフォルト値は on |
| <code>sw_extrapolate_charge</code> | 予測の際に電荷密度の補外を行うかどうかを指定するスイッチ。デフォルト値は on |
| <code>sw_wf_predictor</code> | 波動関数の予測を行うかどうかを指定するスイッチ。デフォルト値は off |

また、`printoutlevel` に変数 `ipripredictor` を定義し、その値を 2 以上にすると補外をする際に原子配置の予測の精度やなどの情報がログファイルに出力されます。

- [1] T. Arias, M. C. Payne and J. D. Joannopoulos, “*Ab initio* molecular-dynamics techniques extended to large-length-scale systems”, *Physical Review B* **45**, 1538 (1992).

3.9.4 ストレステンソル計算

ストレステンソル計算を行うには、`structure_evolution` ブロックの `stress` ブロックで指定します。

```
structure_evolution{  
  stress{  
    sw_stress=1  
  }  
}
```

| | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <code>stress</code> | | ストレス計算 |
| | <code>sw_stress</code> | ストレス計算の有無。選択肢 : {on,off} |

3.10 後処理 (Postprocessing)

3.10.1 状態密度 (DOS)

SCF 計算が収束したのち、状態密度の計算を行うことができます。電荷密度の計算を行うには、`postprocessing` ブロックの下の `dos` ブロックで設定します。

```
postprocessing{
  dos{
    sw_dos = on
    method = gaussian
    deltaE_dos = 1e-4 hartree
  }
}
```

`dos` ブロックでは以下の設定を行うことができます。

| | |
|-------------------------|--|
| <code>sw_dos</code> | 状態密度計算を行うかどうかを指定する真偽値です。状態密度の計算を行う場合 <code>on</code> とします。 |
| <code>method</code> | 状態密度の計算方法を指定します。 <code>gaussian</code> と <code>tetrahedral</code> のいずれかを選択することができます。 <code>gaussian</code> を選択した場合、エネルギー準位をガウス関数によって幅を持たせた上で計算した状態密度が得られます。 <code>tetrahedral</code> の場合四面体法による高精度な状態密度計算を行うことができます。ただし <code>tetrahedral</code> を利用する場合後述の四面体法が利用できる条件もご参照ください。 |
| <code>deltaE_dos</code> | 状態密度計算に利用されるエネルギーの幅をハートリー単位で指定します。デフォルト値は <code>1e-4 hartree</code> です。 |

状態密度の計算方法として `tetrahedral` を利用する場合、以下の条件が満たされている必要があります。

- `k` 点サンプリング手法として `mesh` 法を採用している

```
accuracy{
  ksampling{
    method = mesh
  }
}
```

- `smearing` の方法として `tetrahedral` 法を採用している

```
accuracy{
  smearing{
    method = tetrahedral
  }
}
```

以上が満たされていないと `gaussian` 法による状態密度計算が行われてしまうのでご注意ください。

3.10.2 電荷密度

SCF 計算中は逆空間で電荷密度を扱いますが、収束した電荷密度を実空間に逆フーリエ変換し、出力させることも可能です。こうすることによって `PHASE-Viewer` などを利用して電荷密度の可視化を行うことが可能です。電荷密度を実空間に出力させるためには、`postprocessing` の下の `charge` ブロックで設定を行います。

```
postprocessing{
  charge{
    sw_charge_rspace = on
    filetype = cube
  }
}
```

`charge` ブロックの下では以下の変数の設定を行います。

| | |
|------------------|---|
| sw_charge_rspace | 電荷密度を実空間で出力するかどうかを指定する真偽値です。on にすると実空間の電荷密度が出力されます。 |
| filetype | 電荷密度データのデータフォーマットを指定します。density_only と cube が選べます。density_only の場合電荷密度のみが出力されます。デフォルト値は density_only です。cube の場合、Gaussian Cube 形式で電荷密度が出力されます。このパラメーターは、cube に設定することを推奨します。 |
| title | Gaussian Cube ファイルの“見出し”を指定します。空白文字を含める場合、全体を半角の 2 重引用符で囲みます。 |

また、filetype として cube を選択した場合、file_names.data ファイルにおいて電荷密度ファイルのファイル名を変更しておくことを推奨します。

```
&fnames
...
F_CHR = './nfchr.cube'
/
```

変更しない場合のデフォルト値は nfchr.data です。

スピン分極を考慮している場合は、file_names.data で指定したファイル名が nfchr.cube であったとすると、nfchr.up.cube と nfchr.down.cube という 2 つのファイルにそれぞれスピナップ・ダウン に対応する電荷密度データが出力されます。

3.10.3 構造最適化/分子動力学シミュレーションの最中に後処理を行う方法

ここで説明した後処理は、特に設定が施されていない場合力が収束した後に実行されます。構造最適化や分子動力学シミュレーションの最中に後処理を行いたい場合、以下のような記述を行います。

```
postprocessing{
...
frequency = 5
}
```

変数 frequency に正の値を指定した場合、指定した回数に 1 回の頻度で後処理が行われるようになります。結果は、状態密度の場合は dos_iterxx.data ファイル、電荷密度は nfchr_iterxx.data ファイルに記録されます (xx は原子配置の更新回数に相当する数値に読み替えてください)

3.11 ログレベル (PrintLevel)

PHASE は output000 というファイル (000 は計算を行うたびに 1 ずつ増えます) にログを記録します。そのログの詳細度の設定は printoutlevel ブロックで行います。

```
printoutlevel{
base = 1
}
```

最上位に printoutlevel ブロックを作成し、その下にログレベルを制御する変数を定義します。ログレベルを制御するための変数は 0,1,2 のいずれかの値をとり、数字が大きいほどより詳細な出力が得られます。デフォルト値はすべて 1 です。ログレベルを制御する変数として主なものは以下の通りです。

| | |
|--------|---|
| base | 計算全体のログレベルを指定します。特に指定のない項目はここでの指定に従います。 |
| timing | 計算時間に関わるログレベルを制御します。 |
| input | 入力に関わるログレベルを制御します。 |
| solver | 波動関数ソルバーに関わるログレベルを制御します。 |
| spg | 空間群に関わるログレベルを制御します。 |

`base=2` に設定すると膨大な量の出力が得られ、ログファイルが見つらなくなってしまいます。得られる情報のほとんどはデバッグ情報なので、特別な事情がない限り `base=2` は指定しないことを推奨します。

4. 基本機能を利用した計算例

4.1 全エネルギー計算

最も基本的な計算機能として、全エネルギーの計算があります。複数の格子定数で全エネルギーを計算し格子定数や体積弾性率を計算することや、絶対零度における結晶の安定性を評価することができます。

4.1.1 入力パラメータ

シリコン結晶（ダイヤモンド構造）の全エネルギー計算を例とします。シリコン原子 8 個の系 Si8 を対象とします。シリコン結晶（ダイヤモンド構造）の構造を図 4.1 に示します。

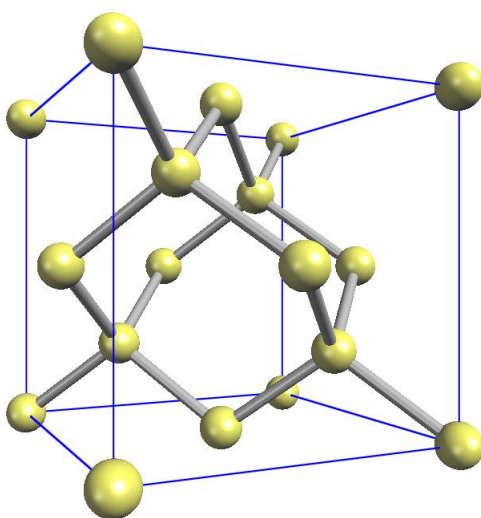


図 4.1 シリコン原子が構成するダイヤモンド構造

計算に使う入力ファイルは、ファイル `file_names.data` の中で指定します。

`file_names.data` は以下のように記述します。

```
&fname  
  F_INP    = './input_scf_Si8.data'  
  F_POT(1) = '../pp/Si_ldapw91_nc_01.pp'  
  ...  
  F_CHR    = './nfchr.cube'  
&end
```

PHASE を実行するためには、擬ポテンシャルデータ `F_POT(1)` と、入力ファイル `F_INP` が指定されている必要があります。 `Si_ldapw91_nc_01.pp` はシリコンの擬ポテンシャル・データです。

入力パラメータファイル `input_scf_Si8.data` について説明します。

Control ブロックでは、全体的な計算条件を指定します。 `cpumax` は計算時間の最大値を指定しています。

```
Control{  
  condition = initial  
  cpumax = 3600 sec    ! {sec|min|hour|day}  
}
```

Accuracy ブロックでは、計算精度を指定します。

```
accuracy{
  cutoff_wf = 9.00 rydberg
  cutoff_cd = 36.00 rydberg
  num_bands = 20
  ksampling{
    method = mesh ! {mesh|file|directin|gamma}
    mesh{ nx = 4, ny = 4, nz = 4 }
  }
  ...
  xctype = ldapw91
  scf_convergence{
    delta_total_energy = 1.e-12 hartree
    succession = 3
  }
  ...
}
```

`cutoff_wf` と `cutoff_cd` は、波動関数と電荷密度分布のカットオフ・エネルギーが、それぞれ 9.0Ry と 36.0Ry という値であることを表しています。

`num_bands` はエネルギー準位数を表します。この計算では、Si 原子 8 個を扱いますが、各原子は 4 個の価電子をもつため、占有される準位数は、スピンの縮退度を考慮すると $8 \times 4 / 2 = 16$ となります。このため `num_bands` は、17 以上に設定しておく必要があります。また、`ksampling` というタグは、 k 点のサンプリングの方法を指定するのに使われます。この例では、 $4 \times 4 \times 4$ のメッシュ点が k 点サンプリングとなります。

`xctype = ldapw91` では、LDA 型交換相関エネルギーを指定しています。

`scf_convergence` では、計算の収束条件を指定します。この例の場合、全エネルギーの計算誤差が 10^{-12} Hartree 未満に収まるという結果が連続して 3 回続いたら、計算を終了させるように指定されています。

Structure ブロックでは、結晶構造を指定します。単位はデフォルトが原子単位となっています（長さの単位は Bohr）。

```
structure{
  unit_cell_type = primitive
  unit_cell{
    a_vector = 10.26 0.00 0.00
    b_vector = 0.00 10.26 0.00
    c_vector = 0.00 0.00 10.26
  }
  atom_list{
    coordinate_system = internal ! {cartesian|internal}
    atoms{
      #default weight = 1, element = Si, mobile = 1
      #tag rx ry rz
      0.125 0.125 0.125
      -0.125 -0.125 -0.125
      0.125 0.625 0.625
      -0.125 -0.625 -0.625
      0.625 0.125 0.625
      -0.625 -0.125 -0.625
      0.625 0.625 0.125
      -0.625 -0.625 -0.125
    }
  }
  element_list{ #tag element atomicnumber
                Si 14
  }
}
```

`atom_list` では、原子種、単位胞内での内部座標位置、それぞれの原子の位置を固定するか否かを指定します。

element_list では、元素名とその原子番号を指定します。

Postprocessing ブロックでは、後処理のパラメータを指定します。

```
postprocessing{
  ...
  charge{
    sw_charge_rspace    = ON
    filetype             = cube  !{cube|density_only}
    title                = "This is a title line for the bulk Si"
  }
}
```

charge ブロックでは、電荷密度の出力について指定します。電荷密度は、file_names.data において F_CHR で指定したファイルに出力されます。filetype = cube とする事により、Gaussian cube 形式で出力されます。このとき、F_CHR で指定されるファイル名は、*.cube の形式である必要があります。Gaussian cube ファイルは、PHASE Viewer などの可視化ソフトウェアを使って可視化表示することが可能です。

4.1.2 計算の実行

PHASE を以下のように実行します。

```
% mpirun -np NP ../../bin/phase ne=NE nk=NK
```

ここで、NP, NE, NK はそれぞれ、計算に使用するプロセッサの数、エネルギー準位の分割計算の数、および、k点の分割計算の数を指します。これらのパラメーターの値の間には、NP = NE×NK という関係が成り立っていなければなりません。

また、1 CPU の計算機を使う場合には、以下のように実行します。

```
% mpirun ../../bin/phase
```

計算の途中経過を確認するには、計算のログ出力ファイル output000 に出力されている全エネルギーの収束状況を調べます。以下のように実行すると、全エネルギーに関する部分を抽出できます。

```
% grep TOTAL output000
```

Si8 のサンプルを使って得られた output000 では、次のような結果が表示されます。

```
TOTAL ENERGY FOR 1 -TH ITER= -30.829890224786 edel = -0.308299D+02 : SOLVER = MATDIAGON
TOTAL ENERGY FOR 2 -TH ITER= -31.552279425330 edel = -0.722389D+00 : SOLVER = DAVIDSON
TOTAL ENERGY FOR 3 -TH ITER= -31.585338309210 edel = -0.330589D-01 : SOLVER = DAVIDSON
TOTAL ENERGY FOR 4 -TH ITER= -31.587690531430 edel = -0.235222D-02 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 5 -TH ITER= -31.587917448876 edel = -0.226917D-03 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 6 -TH ITER= -31.587936739174 edel = -0.192903D-04 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 7 -TH ITER= -31.587937104439 edel = -0.365265D-06 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 8 -TH ITER= -31.587937141798 edel = -0.373598D-07 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 9 -TH ITER= -31.587937146347 edel = -0.454873D-08 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 10 -TH ITER= -31.587937147067 edel = -0.720142D-09 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 11 -TH ITER= -31.587937147180 edel = -0.112617D-09 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 12 -TH ITER= -31.587937147235 edel = -0.548042D-10 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
```

SCF 計算において、全エネルギーの値が収束してゆく様子が分かります。

4.1.3 計算結果の出力

計算された全エネルギーは、F_ENF ファイルに出力されます。

Si8 の例題では、F_ENF ファイル(ファイル名 : nfefn.data) は以下のようになっています。

```
iter_ion, iter_total, etotal, forcmtx
1 12 -31.5879371472 0.0000003022
```

計算が終了すると、電荷密度ファイル nfchr.cube が作成されます。電荷密度分布を図 4.2 に示します。原子数を

増やすなど, cube file に修正を加えています。

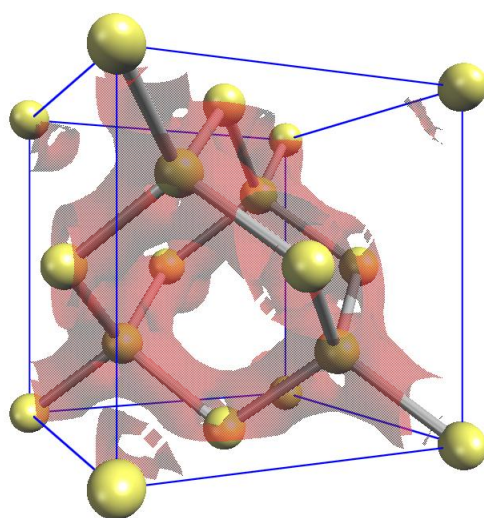


図 4.2 シリコン結晶の電荷密度分布

4.2 対称性を考慮した計算

PHASE には、結晶の対称性を考慮することによって計算量を低減する機能があります。対称性は、自動的に判定させることも可能ですし、生成元を直接指定することによって明示的に指定することも可能です。原子配置を指定する方法には、基本格子を指定する方法とブラベー格子を指定する方法があります。具体的には、変数 `unit_cell_type` の入力値を `primitive` か `Bravais` のどちらかから選択することで指定できます。

4.2.1 入力パラメータ

4.2.1.1 単位胞の指定

(1) 単位胞を基本格子で指定

```
unit_cell_type = primitive
unit_cell{
  #units bohr
  a_vector = 0.00000 5.13000 5.13000
  b_vector = 5.13000 0.00000 5.13000
  c_vector = 5.13000 5.13000 0.00000
}
```

この方法は、`unit_cell_type` が `primitive` でも `Bravais` でも使用できます。

(2) 単位胞を格子定数で指定

```
unit_cell_type = Bravais
unit_cell{
  #units bohr
  a = 10.26, b = 10.26, c = 10.26
  alpha = 90, beta = 90, gamma = 90
}
```

この方法は、`unit_cell_type` が `Bravais` の時のみ使用できます。ブラベー格子を指定して入力した場合、対称性の指定により、プログラム内で基本格子を決定します。計算は、プログラムが決定した基本格子を元に行われるので、原子座標の指定、 k 点分割数や、バンド計算時の対称 k 点の指定などは、この基本格子を元に行う必要がある点に注意ください。

`unit_cell_type` として `Bravais` を利用する場合、副格子点に位置する原子は指定しないようにしてください。たとえば体心原子を含む結晶の場合、 $(0, 0, 0)$ の原子は指定し、 $(0.5, 0.5, 0.5)$ の原子は指定しないようにしてください。`Bravais` を利用する際に指定が必要な結晶の型は、`lattice system` という変数で指定します。表 4.1 を参照してください。

菱面体晶系(`rhombohedral`) の場合には、対応する六方晶系(`hexagonal`) の格子定数を入力します。六方晶系と菱面体晶系の基本並進ベクトルの関係を図 4.3 に示します。

原子座標を内部座標で入力する場合は、等価原子を除いて、単位胞内のすべて原子の位置を結晶軸ベクトル(慣用単位胞の 3 辺を表すベクトル) に対する相対座標(ワイコフ位置の原子座標) で入力します。デカルト座標で入力する場合は、表 4.2 に示されている基本並進ベクトルと整合するように入力してください。

表 4.1 ブラベー格子と晶系

| 晶系 | 格子定数 | <code>unit_cell</code> に記述する値 | 格子の種類 | <code>lattice_system</code> に指定する単語 |
|-------|------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 立方(c) | a | $a=a, b=a, c=a$ | 単純(P) | <code>primitive</code> |

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | alpha=90, beta=90, gamma=90 | 面心(F) 体心(I) | facecentered bodycentered |
| 正方(t) | a, c | $a=a, b=a, c=c$ alpha=90, beta=90, gamma=90 | 単純(P) 体心(I) | primitive bodycentered |
| 直方(o) | a, b, c | $a=a, b=b, c=c$ alpha=90, beta=90, gamma=90 | 単純(P) 底心(C) 面心(F) 体心(I) | primitive basecentered facecentered bodycentered |
| 六方(h) | a, c | $a=a, b=a, c=c$ alpha=90, beta=90, gamma=120 | 単純(P) | hexagonal |
| 三方(h) 菱面体軸 六方晶軸 | a, c | $a=a, b=a, c=c$ alpha=90, beta=90, gamma=120 | 菱面(R) 単純(P) | rhombohedral hexagonal |
| 単斜(m) | a, b, c β | $a=a, b=b, c=c$ alpha=90, beta= β , gamma=90 | 単純(P) 底心(C) | primitive basecentered |
| 三斜(a) | a, b, c α, β, γ | $a=a, b=b, c=c$ alpha= α , beta= β , gamma= γ | 単純(P) | primitive |

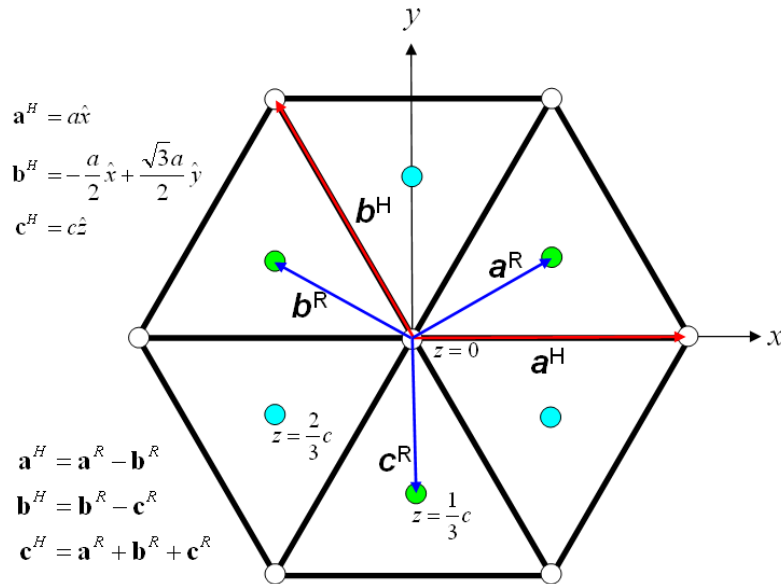


図 4.3 六方晶系と菱面体晶系の関係. 六方軸の方から見た格子点と基本並進ベクトルが示されています.

a^H, b^H, c^H は六方晶系の基本並進ベクトルで, a^R, b^R, c^R は菱面体晶系の基本並進ベクトルです.

表 4.2 ブラベー格子の基本並進ベクトル.

| ブラベー格子 | a | b | c |
|----------|--|---|---|
| 単純立方(cP) | $a\hat{x}$ | $a\hat{y}$ | $a\hat{z}$ |
| 面心立方(cF) | $\frac{a}{2}(\hat{y} + \hat{z})$ | $\frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{z})$ | $\frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{y})$ |
| 体心立方(cI) | $\frac{a}{2}(-\hat{x} + \hat{y} + \hat{z})$ | $\frac{a}{2}(\hat{x} - \hat{y} + \hat{z})$ | $\frac{a}{2}(\hat{x} + \hat{y} - \hat{z})$ |
| 単純正方(tP) | $a\hat{x}$ | $a\hat{y}$ | $c\hat{z}$ |
| 体心正方(tI) | $\frac{1}{2}(-a\hat{x} + a\hat{y} + c\hat{z})$ | $\frac{1}{2}(a\hat{x} - a\hat{y} + c\hat{z})$ | $\frac{1}{2}(a\hat{x} + a\hat{y} - c\hat{z})$ |
| 単純直方(oP) | $a\hat{x}$ | $b\hat{y}$ | $c\hat{z}$ |
| 底心直方(oC) | $\frac{1}{2}(a\hat{x} - b\hat{y})$ | $\frac{1}{2}(a\hat{x} + b\hat{y})$ | $c\hat{z}$ |
| 面心直方(oF) | $\frac{1}{2}(b\hat{y} + c\hat{z})$ | $\frac{1}{2}(a\hat{x} + c\hat{z})$ | $\frac{1}{2}(a\hat{x} + c\hat{y})$ |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| 体心立方(oI) | $\frac{1}{2}(-a\hat{x} + b\hat{y} + c\hat{z})$ | $\frac{1}{2}(a\hat{x} - b\hat{y} + c\hat{z})$ | $\frac{1}{2}(a\hat{x} + b\hat{y} - c\hat{z})$ |
| 単純六方(hP) | $a\hat{x}$ | $a(-\frac{1}{2}\hat{x} + \frac{\sqrt{3}}{2}\hat{y})$ | $c\hat{z}$ |
| 単純菱面体(hR) | $\frac{a}{2}\hat{x} + \frac{a}{2\sqrt{3}}\hat{y} + \frac{1}{3}c\hat{z}$ | $-\frac{a}{2}\hat{x} + \frac{a}{2\sqrt{3}}\hat{y} + \frac{1}{3}c\hat{z}$ | $-\frac{a}{\sqrt{3}}\hat{y} + \frac{1}{3}c\hat{z}$ |
| 単純単斜(mP) | $a\hat{x}$ | $b\hat{y}$ | $c(\cos \beta \hat{x} + \sin \beta \hat{z})$ |
| 底心単斜(mC) | $\frac{1}{2}(a\hat{x} - b\hat{y})$ | $\frac{1}{2}(a\hat{x} + b\hat{y})$ | $c(\cos \beta \hat{x} + \sin \beta \hat{z})$ |
| 単純三斜(aP) | $a\hat{x}$ | $b(\cos \gamma \hat{x} + \sin \gamma \hat{y})$ | $c\left(\cos \beta \hat{x} + \frac{\cos \alpha - \cos \beta \cos \gamma}{\sin \gamma}\hat{y}\right) + \sqrt{1 - \frac{\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta - 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}{\sin^2 \gamma}}\hat{z}$ |

4.2.1.2 対称性の指定

対称性の指定のやり方には、結晶構造を入力する方法、対称操作を自動的に決定する方法、生成元を入力する方法があります。

(1) 結晶構造を入力する方法

変数 `crystal_structure` に、結晶構造の型を入力します。この場合、選択肢には `diamond`, `hexagonal`, `fcc`, `bcc`, `simple_cubic` の5つがあります。Si 結晶の場合に指定する結晶構造は `diamond` です。

(2) 対称操作を自動的に決定する方法

`method` 変数に `automatic` を指定することで、対称性は自動的に決定されます。`tSPACE` ブロックの `lattice_system` の指定は、`primitive` の場合以外は指定することが推奨されます。

```

symmetry{
  method = automatic
  tSPACE{
    lattice_system = facecentered
    !{rhombohedral|hexagonal|primitive|facecentered|bodycentered|basecentered}
  }
}

```

(3) 生成元を入力する方法

生成元は、`tSPACE` ブロックで指定します。Si 結晶の場合、`tSPACE` の入力値は以下のようになります。

```

tSPACE{
  lattice_system = facecentered
  !{rhombohedral|hexagonal|primitive|facecentered|bodycentered|basecentered}
  num_generators = 3
  generators{
    #tag rotation tx ty tz
    IE 0 0 0
    C31+ 0 0 0
    C4X+ 1/4 1/2 3/4
  }
}

```

予め、面心格子を使うことを `lattice_system = facecentered` で、また、生成元の数が3であることを `num_generators = 3` で宣言した後で、タグ `generators` の中で、`IE`, `C31+`, `C4X+` が、具体的に3種類の生成元を指定しています。

生成元の指定の方法を説明します。

生成元の回転操作は、以下のコードで指定します。各行は、それぞれ一つの回転操作に対応します。一列目の数

字か二列目の記号を利用して **generators** テーブルの **rotation** 列に対称操作を指定します。三列目から五列目までが対応する回転操作を表します。なお、三方晶、六方晶の場合に現れている **w** は **X-Y** を表します。コードは、一列目の数字でも二列目の文字列でも指定することが可能です。

三方晶、六方晶の場合.

| | | | | | | | | | |
|----|------|----|----|----|----|-------|----|----|----|
| 1 | E | X | Y | Z | 13 | IE | -X | -Y | -Z |
| 2 | C6+ | W | X | Z | 14 | IC6+ | -W | -X | -Z |
| 3 | C3+ | -Y | W | Z | 15 | IC3+ | Y | -W | -Z |
| 4 | C2 | -X | -Y | Z | 16 | IC2 | X | Y | -Z |
| 5 | C3- | -W | -X | Z | 17 | IC3- | W | X | -Z |
| 6 | C6- | Y | -W | Z | 18 | IC6- | -Y | W | -Z |
| 7 | C211 | -W | Y | -Z | 19 | IC211 | W | -Y | Z |
| 8 | C221 | X | W | -Z | 20 | IC221 | -X | -W | Z |
| 9 | C231 | -Y | -X | -Z | 21 | IC231 | Y | X | Z |
| 10 | C212 | W | -Y | -Z | 22 | IC212 | -W | Y | Z |
| 11 | C222 | -X | -W | -Z | 23 | IC222 | X | W | Z |
| 12 | C232 | Y | X | -Z | 24 | IC232 | -Y | -X | Z |

三方晶、六方晶以外の場合

| | | | | | | | | | |
|----|------|----|----|----|----|-------|----|----|----|
| 1 | E | X | Y | Z | 25 | IE | -X | -Y | -Z |
| 2 | C2X | X | -Y | -Z | 26 | IC2X | -X | Y | Z |
| 3 | C2Y | -X | Y | -Z | 27 | IC2Y | X | -Y | Z |
| 4 | C2Z | -X | -Y | Z | 28 | IC2Z | X | Y | -Z |
| 5 | C31+ | Z | X | Y | 29 | IC31+ | -Z | -X | -Y |
| 6 | C32+ | -Z | X | -Y | 30 | IC32+ | Z | -X | Y |
| 7 | C33+ | -Z | -X | Y | 31 | IC33+ | Z | X | -Y |
| 8 | C34+ | Z | -X | -Y | 32 | IC34+ | -Z | X | Y |
| 9 | C31- | Y | Z | X | 33 | IC31- | -Y | -Z | -X |
| 10 | C32- | Y | -Z | -X | 34 | IC32- | -Y | Z | X |
| 11 | C33- | -Y | Z | -X | 35 | IC33- | Y | -Z | X |
| 12 | C34- | -Y | -Z | X | 36 | IC34- | Y | Z | -X |
| 13 | C2A | Y | X | -Z | 37 | IC2A | -Y | -X | Z |
| 14 | C2B | -Y | -X | -Z | 38 | IC2B | Y | X | Z |
| 15 | C2C | Z | -Y | X | 39 | IC2C | -Z | Y | -X |
| 16 | C2D | -X | Z | Y | 40 | IC2D | X | -Z | -Y |
| 17 | C2E | -Z | -Y | -X | 41 | IC2E | Z | Y | X |
| 18 | C2F | -X | -Z | -Y | 42 | IC2F | X | Z | Y |
| 19 | C4X+ | X | -Z | Y | 43 | IC4X+ | -X | Z | -Y |
| 20 | C4Y+ | Z | Y | -X | 44 | IC4Y+ | -Z | -Y | X |
| 21 | C4Z+ | -Y | X | Z | 45 | IC4Z+ | Y | -X | -Z |
| 22 | C4X- | X | Z | -Y | 46 | IC4X- | -X | -Z | Y |
| 23 | C4Y- | -Z | Y | X | 47 | IC4Y- | Z | -Y | -X |
| 24 | C4Z- | Y | -X | Z | 48 | IC4Z- | -Y | X | -Z |

他方、回転に伴う並進操作は **generators** テーブルの **tx**, **ty**, **tz** 列にそれぞれ指定します。格子ベクトルを基準に分数で入力してください。

4.2.1.3 反転対称性がある場合

反転対称がある場合、これを考慮する事により、計算量を減らすことができます。

(1) 反転対称性を指定しない場合

変数 **sw_inversion** に **off** を入力します。このとき、**Si** 結晶の場合の **atom_list** は、以下のように指定します。

```
atom_list{
  atoms{
    !#tag  rx      ry      rz      element
           0.125  0.125  0.125      Si
```



```

        -0.125  -0.125  -0.125  Si
    }
}

```

(2) 反転対称性を指定する場合

変数 `sw_inversion` に `on` を入力します。

たとえば、以下の座標データは原点を中心として反転対称性があるので、`sw_inversion` を `on` にすると計算量を減らすことができます。

```

atom_list{
  coordinate_system = internal ! {cartesian|internal}
  atoms{
    #units !{angstrom(cartesian) | bohr(cartesian)}
    #tag rx      ry      rz      weight  element  mobile
         0.125   0.125   0.125    1        Si       1
        -0.125  -0.125  -0.125    1        Si       1
    }
}

```

この指定は、`sw_inversion` を `on` として、以下のように指定できます。

```

atom_list{
  coordinate_system = internal ! {cartesian|internal}
  atoms{
    #units !{angstrom(cartesian) | bohr(cartesian)}
    #tag rx      ry      rz      weight  element  mobile
         0.125   0.125   0.125    2        Si       1
    }
}
symmetry{
  sw_inversion = on
}

```

反転対称により、自分自身のミラーとなる原子があるために、`weight` の値で示される 各原子の重みづけは、**2** となっています。`weight` 属性が **2** の原子は、反転対称位置に自分自身のコピーがある座標データが採用されます。第2節で指定した対称群に反転対称操作が含まれる場合、この `option` を指定することを推奨します。なお、原子座標を入力する場合反転対称操作の中心は、原点であることにご注意ください。また、反転対称性のない系において `sw_inversion = on` を指定するとエラーメッセージを出力して計算を終了します。

4.2.2 計算例：シリコン結晶(Si₂)

シリコン原子が構成するダイヤモンド構造の基本格子は原子 2 個を含みます。ここでは、シリコン原子 2 個からなる Si₂ という系を例とします。図 4.4 は Si₂ の原子構造です。

計算例題は、sample/Si2/です。

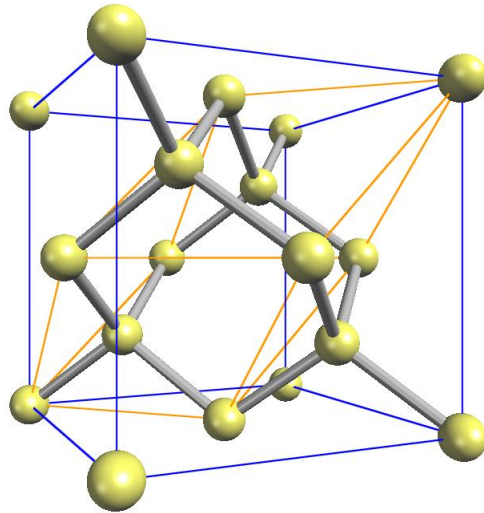


図 4.4 Si₂ の原子構造。黄線は原子 2 個を含む基本格子を表す

(1) SCF 計算

SCF 計算を行い、電荷密度を計算します。計算例題は sample/Si2/scf です。

ファイル file_names.data において、入力パラメータファイルと擬ポテンシャルを指定します。

```
F_INP      = './input_scf_Si.data'  
F_POT(1)   = '../..pp/Si_ldapw91_nc_01.pp'  
F_CHGT     = '../scf/nfchgt.data'  
...
```

入力パラメータファイルにおいて、crystal_structure を diamond として、対称性を指定します。

```
accuracy{  
    cutoff_wf = 9.00 rydberg  
    cutoff_cd = 36.00 rydberg  
    num_bands = 8  
}  
  
structure{  
    unit_cell_type = Bravais  
    unit_cell{  
        a = 10.26, b = 10.26, c = 10.26  
        alpha = 90, beta = 90, gamma = 90  
    }  
    symmetry{  
        crystal_structure = diamond  
    }  
}
```

```

atom_list{
  atoms{
    #tag    rx      ry      rz    element
           0.125   0.125   0.125   Si
           -0.125  -0.125  -0.125   Si
  }
}
}

```

エネルギー準位数を表す `num_bands` の値は、原子数が2個なので8としています。

PHASE を実行します。

```
% mpirun ../../../../bin/phase
```

計算が終了すると、`file_names.data` というファイルの中で、変数 `F_CHGT` で指定した出力ファイル `nfchgt.data` に、計算によって得られた電荷の情報が出力されます。

(2) 状態密度(DOS)の計算

状態密度 (DOS) を計算します。計算例題は、`sample/Si2/dos` です。

計算結果の出力ファイルが上書きされるのを避けるため、SCF 計算を行ったディレクトリーとは別のディレクトリーで実行します。

SCF 計算結果の電荷密度ファイル `nfchgt.data` を使います。擬ポテンシャルはSCF 計算と同じものを使います。

`file_names.data` では、入出力ファイルを以下のように指定しています。

```

F_INP      = './input_dos_Si.data'
F_POT(1)   = '../../pp/Si_ldapw91_nc_01.pp'
...
F_CHGT     = '../scf/nfchgt.data'
...
F_ENERG    = './nfenergy.data'
...

```

`F_CHGT` で指定している電荷密度のデータは、SCF 計算で得られた出力ファイルです。

入力ファイルは `input_dos_Si.data` と `nfchgt.data` の2つです。

入力ファイル `input_dos_Si.data` について、SCF 計算の入力ファイル `input_scf_Si.data` と異なる部分を以下に示します。

```

Control{
  condition = fixed_charge
}

accuracy{
  cutoff_wf = 9.00 rydberg
  cutoff_cd = 36.00 rydberg
  num_bands = 8
  ksampling{
    method = mesh
    mesh{ nx = 4, ny = 4, nz = 4 }
  }
  smearing{
    method = tetrahedral
  }
  xctype = ldapw91
  initial_wavefunctions = matrix_diagon
  matrix_diagon{
    cutoff_wf = 9.00 rydberg
  }
  ek_convergence{

```

```

        num_max_iteration = 200
        sw_eval_eig_diff = on
        delta_eigenvalue = 1.e-8 hartree
        succession      = 2
    }
}

postprocessing{
  dos{
    sw_dos      = ON
    method      = tetrahedral  !{ tetrahedral | Gaussian }
    deltaE_dos  = 1.e-3 eV
    nwd_window_width = 10
  }
}
}

```

最初のタグである **Control** の部分で、**SCF** 計算で得られた電荷の分布を固定して使用することを指定します。ksampling では k 点サンプリングが $4 \times 4 \times 4$ 、smearing では四面体法を用いること、ek_convergence では収束条件を指定しています。Postprocessing ブロックでは、計算終了後の後処理として、四面体法による状態密度の計算のパラメータが指定されています。

これらの入力ファイルを使って、プログラム **ekcal** を用いて、状態密度の計算を行います。

```
% mpirun ../../../../bin/ekcal
```

計算を実行すると、**nfenergy.data** という出力ファイルが生成されます。これは、各 k 点ごとのエネルギー値を、エネルギーの低い方から順に 出力したもので、その最初の部分は以下のようになっています。

```

num_kpoints =    141
num_bands   =     8
nspin       =     1
Valence band max = 0.233846

=== energy_eigen_values ===
ik = 1 ( 0.000000  0.500000  0.500000 )
      -0.0484324491  -0.0484324491   0.1258095002   0.1258095002
      0.2619554320   0.2619554320   0.6015285289   0.6015285289
=== energy_eigen_values ===
ik = 2 ( 0.000000  0.490000  0.490000 )
      -0.0540717117  -0.0427149546   0.1258687813   0.1258687813
      0.2607026827   0.2633829946   0.6006244013   0.6006244013
=== energy_eigen_values ===
ik = 3 ( 0.000000  0.480000  0.480000 )
      -0.0596299923  -0.0369220783   0.1260465996   0.1260465996
      0.2596226501   0.2649874134   0.5980547648   0.5980547648
=== energy_eigen_values ===
ik = 4 ( 0.000000  0.470000  0.470000 )
      -0.0651046420  -0.0310567694   0.1263428799   0.1263428799
      0.2587131916   0.2667706685   0.5941566835   0.5941566835
=== energy_eigen_values ===
ik = 5 ( 0.000000  0.460000  0.460000 )
      -0.0704931128  -0.0251220735   0.1267574962   0.1267574962
      0.2579721226   0.2687346642   0.5892968047   0.5892968047

```

最初の 2 行は、それぞれ、 k 点とバンドの数を表します。3 行目は、この計算でスピン分極は考慮されていないことを、また、4 行目は価電子帯上端におけるエネルギーの値を指しています。

ツール **dos.pl** を使って、電子状態密度の図を作成します。描画するエネルギー範囲の最小値 **E1** と最大値 **E2**

を決めて、

```
% dos.pl dos.data -erange=E1,E2
```

とすると、Postscript 形式の状態密度図 `density_of_states.eps` が得られます。また、`-with_fermi` というオプションをつけて、この処理を実行すると、生成される状態密度図にフェルミ・レベルが点線で描かれます。ただし、ギャップのある系では、価電子帯のエネルギー最大値のところに点線が引かれます。この例題では、以下のように実行します。

```
% dos.pl dos.data -erange=-13,5 -with fermi
```

Si₂の状態密度を、図 4.5 に示します。

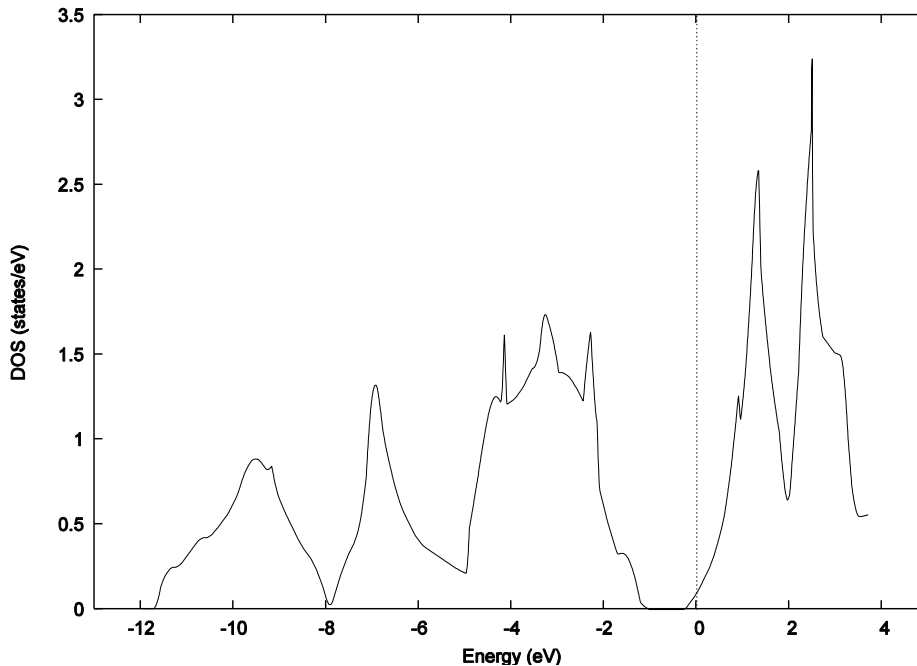


図 4.5 Si₂ の状態密度

(3) バンド構造図

状態密度 (DOS) を計算します。計算例題は、`sample/Si2/band` です。

`file_names.data` では、入出力ファイルを以下のように指定しています。

```
F_INP      = './input_band_Si.data'  
F_POT(1)   = '../..pp/Si_ldapw91_nc_01.pp'  
F_KPOINT   = '../tools/kpoint.data'  
F_CHGT     = '../scf/nfchgt.data'  
...       ...
```

入力ファイルは `input_band_Si.data` を、k 点のデータは `kpoint.data` であることを指定しています。入力ファイル `kpoint.data` は、ツール `band_kpoint.pl` を用いて生成します。生成する k 点をファイル `bandkpt_fcc_xglux.in` で指定します。

```
% band kpoint.pl bandkpt fcc xglux.in
```

これらの入力ファイルを使って、プログラム `ekcal` を実行します。

```
% mpirun ../..bin/ekcal
```

出力ファイル `nfenergy.data` から、ツール `band.pl` を用いて、バンド構造図を作成します。ツール `band.pl` を以下のように実行すると、Postscript 形式のファイル `band_structure.eps` が作成されます。

```
% band.pl nenergy.data bandkpt fcc xglux.in -erange=E1,E2 -with fermi
```

この例題では、描画するエネルギー範囲の最小値 E1 と最大値 E2 を、以前同様 E1=-13 と E2=5 とし、以下のように実行します。

```
% band.pl nenergy.data bandkpt fcc xglux.in -erange=-13,5 -with fermi
```

Si2 のバンド構造を、図 4.6 に示します。

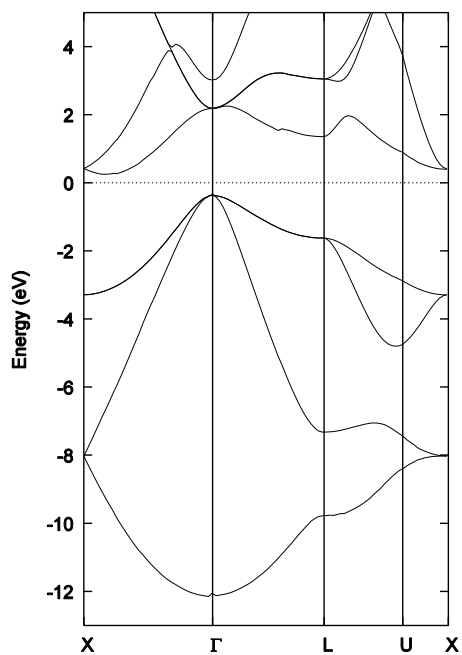


図 4.6 Si2 のバンド構造

4.3 スピン分極を考慮した計算

強磁性体や反強磁性体を扱う場合にはスピン分極を考慮する必要があります。スピン分極の考慮した計算について説明します。

ここでは、強磁性の例として体心立方鉄を、反強磁性の例として体心立方クロムを利用して説明を行います。

4.3.1 強磁性の計算

4.3.1.1 入力パラメータ

強磁性の例として体心立方鉄を例に説明します。計算例題は、`sample/bcc_Fe` です。

```
Control{
  condition = initial
  cpumax = 3 hour
  max_iteration = 250
}

accuracy{
  cutoff_wf = 25 rydberg
  cutoff_cd = 225.00 rydberg
  num_bands = 20
  ksampling{
    method = mesh
    mesh{ nx = 10, ny = 10, nz = 10 }
  }
  smearing{
    method = tetrahedral
  }
  xctype = ggapbe
  scf_convergence{
    delta_total_energy = 1.e-10 hartree
    succession = 3
  }
}

structure{
  unit_cell_type = Bravais
  unit_cell{
    #units angstrom
    a = 2.845, b = 2.845, c = 2.845
    alpha = 90, beta = 90, gamma = 90
  }

  symmetry{
    crystal_structure = bcc
  }

  magnetic_state = ferro

  atom_list{
    atoms{
      !#tag rx ry rz element
      0.000 0.000 0.000 Fe
    }
  }
}
```

```

    }
    element_list{ !#tag element atomicnumber zeta dev
                  Fe           26         0.275 1.5 }
}

Postprocessing{
  dos{
    sw_dos = ON
    method = tetrahedral
    deltaE = 1.e-4 hartree
    nwd_dos_window_width = 10
  }
  charge{
    sw_charge_rspace = OFF
    filetype = cube
    title = "This is a title line for FM bcc Fe"
  }
}

printlevel{
  base = 1
}
}

```

(1) 結晶構造の指定

変数 `crystal_structure` で、体心立方構造の結晶(`bcc` という値)であることを指定しています。よって、ユニットセルはブラベー格子によって指定しているので、原子は 1 つのみ記述しています。体心位置にある原子は指定していない点にご注意ください。 `crystal_structure` に `bcc` という値を指定すると、プログラムが指定の格子を基本格子に変換するので、体心位置の原子の指定は不要となります。

(2) スピン自由度の指定方法

強磁性体を扱う場合には、`magnetic_state` を `ferro` と指定します。

```

structure{
  magnetic_state = ferro  !{para|antiferro|ferro}
}

```

さらに、各原子のスピン分極の初期値を指定する必要があります。入力ファイルにある、

```

element_list{ #tag element atomicnumber zeta dev
              Fe           26         0.275 1.5
}

```

の `zeta = 0.275` という変数の値が、アップ・スピンとダウン・スピンの 密度の差を表す、スピン分極 $\zeta = (n_{\uparrow} - n_{\downarrow}) / (n_{\uparrow} + n_{\downarrow})$ の初期値を示しています。

4.3.1.2 計算結果の出力

スピン分極の変化は、ログファイル `output000` に出力されます。以下のようにして確認することができます。

```
% grep charge output000 | grep NEW | more
```

```

!*--- input-file style = NEW
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.91749982 (+) 3.08250018 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.75677803 (+) 3.24322197 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.64472738 (+) 3.35527262 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.55104317 (+) 3.44895683 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.47221206 (+) 3.52778794 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.46057861 (+) 3.53942139 (=) 8.00000000

```



```

!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.48476557 (+) 3.51523443 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.52141098 (+) 3.47858902 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.56555794 (+) 3.43444206 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.61364243 (+) 3.38635757 (=) 8.00000000
.....
.....
.....
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 5.11286684 (+) 2.88713316 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 5.11285665 (+) 2.88714335 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 5.11284790 (+) 2.88715210 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 5.11284030 (+) 2.88715970 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 5.11283035 (+) 2.88716965 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 5.11282059 (+) 2.88717941 (=) 8.00000000

```

ここで、スピン分極の定義 $\zeta = (n_{\uparrow} - n_{\downarrow}) / (n_{\uparrow} + n_{\downarrow})$ を使うと、これが $\zeta = 0.2782$ という値に収束していることが分かります。

以下のように実行すると、更新の前後での電荷分布の変化が確認できます。

```
% grep charge output000 | more
```

```

F_CHGT = ./nfcharge.data opened = false
!*** --- charge preconditioning ---
!*** sw_charge_rspace = 0
!*** charge_filetype = 1
!*** charge_title =
!*** deviation( 1) of the Gauss. distrib. func. for the initial charge construction = 1.50000
F_CHGT = ./nfcharge.data
F_CHGT = ./nfcharge.data
!! total_charge = 8.000000 (m_CD_initial_CD_by_Gauss_func)
!OLD total charge (UP, DOWN, SUM) = 5.10000000 (+) 2.90000000 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.91749982 (+) 3.08250018 (=) 8.00000000
!OLD total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.91749982 (+) 3.08250018 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.75677803 (+) 3.24322197 (=) 8.00000000
!OLD total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.75677803 (+) 3.24322197 (=) 8.00000000
!NEW total charge (UP, DOWN, SUM) = 4.64472738 (+) 3.35527262 (=) 8.00000000
.....
.....
.....

```

4.3.2 反強磁性の計算

反強磁性体の場合も、強磁性の計算と基本的には同じです。ただし、反強磁性を実現するためには初期スピン配置を反強磁性的にする必要があります。 そうしないと、高い確率で準安定状態である強磁性の解へ収束します。強磁性の項においても説明したように、初期スピン分極は元素ごとにしか定義することができません。そこで、PHASE では同じ擬ポテンシャルを利用する元素を複数用意し、各々にスピン分極を設定することによって反強磁性的な初期スピン配置を指定することができます。

4.3.2.1 入力パラメータ

反強磁性の例として体心立方クロムを例として説明します。

ここでは、反強磁性秩序をスピン分極が異なる原子を異なる原子種として扱う(磁気秩序 magnetic_state は ferro と指定する) 方法を紹介します。Cr の元素指定は、以下のように Cr1 と Cr2 として指定します。

```

element_list{
  #tag element atomicnumber zeta
  Cr1 24 0.3
  Cr2 24 -0.3
}

```

Cr1 と Cr2 という 2 種の元素を定義し、初期スピン分極としてそれぞれ 0.3, -0.3 という値を設定しています。原子座標は次のように設定します。これは初期値で、電子状態計算が進むに従いスピン分極の大きさはこの設定値から変化することに注意して下さい。

```
atom_list{
  atoms{
    #tag  rx      ry      rz      element
          0.000  0.000  0.000      Cr1
          0.500  0.500  0.500      Cr2
  }
}
```

原点位置の原子 Cr1 に、体心位置の原子を Cr2 にしています

スピン自由度の指定として、magnetic_state を ferro と指定します。

```
magnetic_state = ferro  !{para|ferro}
```

file_names.data ファイルでは、擬ポテンシャルを次のように指定します。

```
&fnames
  F_INP      = './nfinp.data'
  F_POT(1)   = '../..//Cr_paw1.pp'
  F_POT(2)   = '../..//Cr_paw2.pp'
/
```

Cr_paw1.pp と Cr_paw2.pp は、内容としては同じ擬ポテンシャルファイルです。これによって、Cr1, Cr2 とも同じ擬ポテンシャルが使用されることとなります。(1つの擬ポテンシャルファイルを複数指定すると、利用されているコンパイラーによってはエラーとなります)

この方法を利用することによって、より複雑な磁気構造を持つ系の計算を行うことも可能です。

4.4 構造最適化

原子に働く力を利用して、構造最適化を行うことができます。構造最適化機能の利用方法を説明します。

4.4.1 入力パラメータ

構造最適化を行うには、入力ファイルを次のように記述します。

accuracy ブロックにおいて原子に働く力の最大値の指定を以下のように行います。このパラメーターが、構造最適化の収束判定となります。

```
...
accuracy{
  ...
  max_force = 1.0e-3 hartree/bohr
  ...
}
...
```

max_force のデフォルト値は、 10^{-3} hartree/bohr です。

Structure ブロックの原子の指定 **atom_list** に **mobile** 属性を定義し、最適化の対象となる原子に 1 という値を指定します。最適化の対象としない原子は 0 あるいは*とします。

```
...
structure{
  ...
  atom_list{
    !#tag element rx ry rz mobile
    Ba 0.0000 0.5000 0.05 0
    O 0.5000 0.0000 0.05 1
    Ba 0.5000 0.0000 0.15 1
    O 0.0000 0.5000 0.15 1
    ...
  }
}
...
```

この例では、1 番目の Ba 原子は最適化の対象とせず、2 番目と 4 番目の O 原子と 3 番目の Ba 原子が最適化の対象としています。

structure_evolution ブロックに、構造最適化の設定をします。

```
...
structure_evolution{
  method = quench
  dt = 50
  ...
}
...
```

- method** 構造緩和の方法を指定します。構造緩和のオプションとして、**quench** (quenched MD 法), **cg** (CG 法), **cg2** 法 (改良 CG 法) **gdiis** (GDIIS 法), **bfgs** (BFGS 法) のいずれかが選べます。デフォルト値は **bfgs** です。
- dt** 構造緩和を行う際の時間刻みです。大きい方が早く収束へいたりしますが、大きすぎると計算を正しく進行させることができなくなる場合があります。デフォルト値は原子単位で 100 です。

GDIIS 法あるいは BFGS 法は原子に働く力が大きい場合安定に計算できない場合があるので、力が大きい内は quenched MD 法か CG 法を利用し、ある程度力が小さくなってから GDIIS(BFGS)法に切り替える、という動作をします。GDIIS(BFGS)に切り替える前の最適化手法と切り替えの判定条件は、それぞれ変数 `initial_method` と `c_forc2gdiis` を利用して 次のように設定します。

```
...
structure_evolution{
  method = gdiis
  dt = 50
  gdiis{
    initial_method = cg
    c_forc2gdiis = 0.0025 hartree/bohr
  }
}
...
```

ブロック名は、GDIIS, BFGS 共通で `gdiis` です。デフォルト値は `initial_method` が `cg`, `c_forc2gdiis` が `0.05 hartree/bohr` です。

4.4.2 計算結果の出力

構造最適化を施すと、`F_ENF` ファイル(既定のファイル名: `nfefn.data`)にエネルギーや原子に働く力の最大値の履歴が、`F_DYNAM` ファイル(既定のファイル名: `nfdynm.data`)に原子配置の履歴が出力されます。

4.4.3 計算例：シリコン結晶の構造最適化

シリコン結晶の構造最適化の計算例です。安定な原子配置から原子位置をずらして、そこからの緩和過程を計算する例題です。計算例題は、`sample/Si2/relax` です。

(1) 入力ファイル

ファイル `file_names.data` の中では、入力ファイル `input_relax_Si.data` と、原子の位置座標と各原子に働く力の計算結果の出力ファイル `nfdynm.data` が指定されています。

```
F_INP    = './input_relax_Si.data'
...
F_DYNAM  = './nfdynm.data'
...
```

入力ファイル `input_relax_Si.data` は、格子間隔を `0.125` ではなく `0.130` とし、安定な原子配置から原子位置をずらしています。また、`mobile` 変数の値を `yes` にして、原子位置を可変にしています。

```
structure{
  ...
  atom_list{
    atoms{
      #tag      rx      ry      rz      element mobile
              0.130   0.130   0.130   Si      yes
              -0.130  -0.130  -0.130  Si      yes
    }
  }
}
```

`accuracy` ブロックで原子に働く力の収束条件を指定します。

```
accuracy{
  force convergence{
```

```

max_force = 1.0e-3
}
}

```

(2) 計算結果

計算結果の出力ファイル `nfdynm.data` は以下の通りです。

```

#
# a_vector =          0.0000000000          5.1300000000          5.1300000000
# b_vector =          5.1300000000          0.0000000000          5.1300000000
# c_vector =          5.1300000000          5.1300000000          0.0000000000
# ntyp =          1 natm =          2
# (natm->type)          1          1
# (speciesname)          1 : Si
#
cps and forc at (iter_ion, iter_total =          1          34 )
  1  1.333800000  1.333800000  1.333800000  -0.010794  -0.010794  -0.010794
  2 -1.333800000 -1.333800000 -1.333800000   0.010794   0.010794   0.010794
cps and forc at (iter_ion, iter_total =          2          53 )
  1  1.331707297  1.331707297  1.331707297  -0.010402  -0.010402  -0.010402
  2 -1.331707297 -1.331707297 -1.331707297   0.010402   0.010402   0.010402
cps and forc at (iter_ion, iter_total =          3          75 )
  1  1.327597870  1.327597870  1.327597870  -0.009614  -0.009614  -0.009614
  2 -1.327597870 -1.327597870 -1.327597870   0.009614   0.009614   0.009614
cps and forc at (iter_ion, iter_total =          4          100 )
  1  1.321624355  1.321624355  1.321624355  -0.008433  -0.008433  -0.008433
  2 -1.321624355 -1.321624355 -1.321624355   0.008433   0.008433   0.008433
cps and forc at (iter_ion, iter_total =          5          127 )
  1  1.314015753  1.314015753  1.314015753  -0.006865  -0.006865  -0.006865
  2 -1.314015753 -1.314015753 -1.314015753   0.006865   0.006865   0.006865
cps and forc at (iter_ion, iter_total =          6          155 )
  1  1.305076108  1.305076108  1.305076108  -0.004930  -0.004930  -0.004930
  2 -1.305076108 -1.305076108 -1.305076108   0.004930   0.004930   0.004930
cps and forc at (iter_ion, iter_total =          7          184 )
  1  1.295180554  1.295180554  1.295180554  -0.002671  -0.002671  -0.002671
  2 -1.295180554 -1.295180554 -1.295180554   0.002671   0.002671   0.002671
cps and forc at (iter_ion, iter_total =          8          213 )
  1  1.284767108  1.284767108  1.284767108  -0.000159  -0.000159  -0.000159
  2 -1.284767108 -1.284767108 -1.284767108   0.000159   0.000159   0.000159

```

このうち、# 記号で始まる部分は入力データの一部を表していますが、その次の行は、イオンすなわちコア原子の位置座標を一回更新する間に、全更新回数が 34 回であったこと、すなわち、この間に波動関数が 33 回更新されたことを示しています。波動関数の更新に対する収束条件は、第 3 節の例題と同様に、全エネルギーに対して課されています。

また、その次の 2 行は、原子の番号、原子位置(x,y,z, bohr 単位)、および力の成分 (x,y,z, hartree/bohr 単位)の計算結果を表しています。これにより、結果を下まで辿ってゆくと、計算が進むにつれて、原子に働く力が急激に減少してゆくことが分かります。最後の更新で、力の各成分の計算結果が、最初に指定された収束条件以下になったために、緩和過程の計算が終了しています。

4.5 表面の計算

4.5.1 表面の計算を実行するには

PHASE は系に周期境界条件を課す必要があるのですが、厳密な意味では表面などの有限系を扱うことはできません。しかし、十分な“真空層”を設けることにより、事実上表面と変わらない系を扱うことは可能です。真空層は、底面と表面が相互作用しない程度の大きさを取ります。通常、 10\AA ほどの真空層を採用します。水素終端されたシリコン表面の計算を例とします。この構造の計算には、図 4.7 に示されるようなスラブ模型を使います。スラブの下側の Si 原子のボンドは、仮想的な水素原子で終端しています。

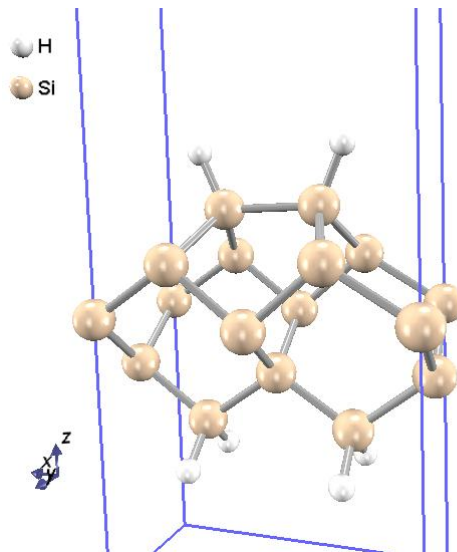


図 4.7 水素終端した Si(001)-p(2×1) 表面の構造図

この例で使用する file names.data です。

```
&fname  
  F_INP   = './input_SiH2x1.data'  
  F_POT(1) = '../pp/Si_ldapw91_nc_01.pp'  
  F_POT(2) = '../pp/H_ldapw91_nc_01.pp'  
  .....  
&end
```

F_POT(1) と F_POT(2) に、Si 原子と H 原子の擬ポテンシャルを指定しています。

入力パラメータ例です。

k 点サンプリングの指定です。

```
accuracy{  
  cutoff_wf = 15.00 rydberg  
  cutoff_cd = 60.00 rydberg  
  num_bands = 25  
  ksampling{  
    method = monk ! {mesh|file|directin|gamma}  
    mesh{ nx = 2, ny = 4, nz = 1 }  
    kshift{ k1 = 0.5, k2 = 0.5, k3 = 0.0 }  
  }  
  .....  
}
```

この例では、スラブ模型を用いているため、 k 点のサンプリングは、 k_z 方向には1点だけを取っています。

```

structure{
  unit_cell_type = primitive
  unit_cell{
    a_vector = 14.512      0.000      0.000
    b_vector =  0.000      7.256      0.000
    c_vector =  0.000      0.000     30.784
  }
  symmetry{}

  magnetic_state = para   !{para|af|ferro}

  atom_list{
    coordinate_system = internal
    atoms{
      #default weight = 1, element = Si, mobile = 0
      #tag   rx      ry      rz      element
      0.26177 0.50000 0.65651   H
      0.73823 0.50000 0.65643   H
      0.34138 0.50000 0.56971
      0.65858 0.50000 0.56966
      0.26229 0.00000 0.49388
      0.73763 0.00000 0.49385
      0.00000 0.00000 0.41498
      0.50000 0.00000 0.40298
      0.00000 0.50000 0.32769
      0.50000 0.50000 0.32150
      0.25000 0.50000 0.24167
      0.75000 0.50000 0.24167
      0.25000 0.20000 0.18269   H
      0.25000 0.80000 0.18269   H
      0.75000 0.20000 0.18269   H
      0.75000 0.80000 0.18269   H
    }
  }
}

postprocessing{
  charge{
    sw_charge_rspace = ON
    filetype = cube !{cube|density_only}
    title = "Si(001) p(2x1) surface terminated by H atoms"
  }
}

```

`atoms` の中で、デフォルト値として元素名を `Si` に設定しているため、変数 `element` に `H` と入力している以外の原子の元素名は `Si` になります。また、やはりデフォルト値として `mobile=0` としているため、全ての原子の座標位置は固定されています。

```
% grep TOTAL output000
```

として、全エネルギーの収束状況を確認すると、以下のような結果が得られます。

```

TOTAL ENERGY FOR 1 -TH ITER= -41.206501960258 edel = -0.412065D+02 : SOLVER = MATDIAGON
TOTAL ENERGY FOR 2 -TH ITER= -42.928541839902 edel = -0.172204D+01 : SOLVER = DAVIDSON
TOTAL ENERGY FOR 3 -TH ITER= -42.956734520103 edel = -0.281927D-01 : SOLVER = DAVIDSON
TOTAL ENERGY FOR 4 -TH ITER= -42.960659333525 edel = -0.392481D-02 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 5 -TH ITER= -42.961623666220 edel = -0.964333D-03 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 6 -TH ITER= -42.962559338199 edel = -0.935672D-03 : SOLVER = SUBMAT + RMM3
TOTAL ENERGY FOR 7 -TH ITER= -42.964136746929 edel = -0.157741D-02 : SOLVER = SUBMAT + RMM3

```

| | | | | | | |
|------------------|--------------|------------------|--------|---------------|------------|---------------|
| TOTAL ENERGY FOR | 8 -TH ITER= | -42.964791285123 | edel = | -0.654538D-03 | : SOLVER = | SUBMAT + RMM3 |
| TOTAL ENERGY FOR | 9 -TH ITER= | -42.964953052183 | edel = | -0.161767D-03 | : SOLVER = | SUBMAT + RMM3 |
| TOTAL ENERGY FOR | 10 -TH ITER= | -42.965045860995 | edel = | -0.928088D-04 | : SOLVER = | SUBMAT + RMM3 |
| TOTAL ENERGY FOR | 11 -TH ITER= | -42.965076083146 | edel = | -0.302222D-04 | : SOLVER = | SUBMAT + RMM3 |
| TOTAL ENERGY FOR | 12 -TH ITER= | -42.965088896548 | edel = | -0.128134D-04 | : SOLVER = | SUBMAT + RMM3 |
| TOTAL ENERGY FOR | 13 -TH ITER= | -42.965091550789 | edel = | -0.265424D-05 | : SOLVER = | SUBMAT + RMM3 |
| TOTAL ENERGY FOR | 14 -TH ITER= | -42.965092402734 | edel = | -0.851945D-06 | : SOLVER = | SUBMAT + RMM3 |
| TOTAL ENERGY FOR | 15 -TH ITER= | -42.965092972980 | edel = | -0.570245D-06 | : SOLVER = | SUBMAT + RMM3 |
| TOTAL ENERGY FOR | 16 -TH ITER= | -42.965093291397 | edel = | -0.318417D-06 | : SOLVER = | SUBMAT + RMM3 |
| TOTAL ENERGY FOR | 17 -TH ITER= | -42.965093454357 | edel = | -0.162961D-06 | : SOLVER = | SUBMAT + RMM3 |
| TOTAL ENERGY FOR | 18 -TH ITER= | -42.965093580068 | edel = | -0.125710D-06 | : SOLVER = | SUBMAT + RMM3 |
| TOTAL ENERGY FOR | 19 -TH ITER= | -42.965093601039 | edel = | -0.209711D-07 | : SOLVER = | SUBMAT + RMM3 |
| TOTAL ENERGY FOR | 20 -TH ITER= | -42.965093604435 | edel = | -0.339656D-08 | : SOLVER = | SUBMAT + RMM3 |

この例題は、固体表面構造に対するエネルギー計算だけを目的にしていますが、もし原子位置の緩和過程の計算を行う場合は、以下のように、下端の仮想水素とそれらと結合した Si 原子を固定し、それら以外の原子を可動 (`mobile = 1`) に変えてやる必要があります。

```
atoms{
  #default weight = 1, element = Si, mobile = 1
  #tag   rx      ry      rz      element  mobile
        0.26177  0.50000  0.65651    H
        0.73823  0.50000  0.65643    H
        0.34138  0.50000  0.56971
        0.65858  0.50000  0.56966
        0.26229  0.00000  0.49388
        0.73763  0.00000  0.49385
        0.00000  0.00000  0.41498
        0.50000  0.00000  0.40298
        0.00000  0.50000  0.32769
        0.50000  0.50000  0.32150
        0.25000  0.50000  0.24167    *      0
        0.75000  0.50000  0.24167    *      0
        0.25000  0.20000  0.18269    H      0
        0.25000  0.80000  0.18269    H      0
        0.75000  0.20000  0.18269    H      0
        0.75000  0.80000  0.18269    H      0
}
```

Si(001) 表面のバックルしたダイマーの安定構造は $p(2 \times 1)$ ではなく $c(4 \times 2)$ ですが、この構造を再現するには、Si ダイマーをもう一つ増やすなどして、最上層に位置する Si ダイマーの総数を偶数個にしなければなりません。

4.5.2 反転対称性を考慮した表面の計算

表面には、反転対称性がある場合があります。反転対称性を利用することによって、ほぼ同等の計算負荷で 2 倍の厚さの表面モデルを取り扱うことが可能です。Pt 表面の(111) 面を例とします。この例題の入力ファイルの `structure` ブロックは以下のようになっています。

```
structure{
  element_list{
    #tag element atomicnumber mass zeta deviation
    Pt 78 355606.909 0.0 1.83
  }
  atom_list{
    coordinate_system = cartesian
    atoms{
      #units angstrom
      #tag element rx ry rz mobile weight
Pt 0.00 0.00 0.00
```



```

Pt 1.4142135624 2.4494897428 0.00
Pt 2.8284271248 0.00 0.00
Pt 4.2426406871 2.4494897428 0.00
Pt 5.6568542497 3.2659863239 2.30940111
Pt 4.2426406874 0.8164965811 2.30940111
Pt 2.828427125 3.2659863239 2.30940111
Pt 1.4142135626 0.8164965811 2.30940111
Pt 2.8284271245 1.6329931617 4.618802187
Pt 4.2426406868 4.0824829045 4.618802187
Pt 5.6568542492 1.6329931617 4.618802187
Pt 7.0710678116 4.0824829045 4.618802187
Pt 5.6568543525 0.0000002214 6.928203264
Pt 1.4142137683 2.4494897428 6.928203264
Pt 2.8284271248 0.00 6.928203264
Pt 4.2426406871 2.4494897428 6.928203264
Pt 5.6568542497 3.2659863239 9.237604341
Pt 4.2426406874 0.8164965811 9.237604341
Pt 2.828427125 3.2659863239 9.237604341
Pt 1.4142135626 0.8164965811 9.237604341
Pt 2.8284271245 1.6329931617 -2.30940111
Pt 4.2426406868 4.0824829045 -2.30940111
Pt 5.6568542492 1.6329931617 -2.30940111
Pt 7.0710678116 4.0824829045 -2.30940111
Pt 5.6568542497 3.2659863239 -4.618802187
Pt 4.2426406874 0.8164965811 -4.618802187
Pt 2.828427125 3.2659863239 -4.618802187
Pt 1.4142135626 0.8164965811 -4.618802187
Pt 2.8284270217 4.8989792642 -6.928203264
Pt 7.0710676059 2.4494897428 -6.928203264
Pt 2.8284271248 0.00 -6.928203264
Pt 4.2426406871 2.4494897428 -6.928203264
Pt 2.8284271245 1.6329931617 -9.237604341
Pt 4.2426406868 4.0824829045 -9.237604341
Pt 5.6568542492 1.6329931617 -9.237604341
Pt 7.0710678116 4.0824829045 -9.237604341
    }
}
unit_cell{
    #units angstrom
    a_vector = 5.6568542495 0.00 0.00
    b_vector = 2.8284271247 4.8989794856 0.00
    c_vector = 0.00 0.00 30.00
}
symmetry{
    method = automatic
    tspace{
        lattice_system = primitive
    }
    sw_inversion = on
}
}

```

この例題では、原点を中心に反転対称性があります。この点を活用するために、**symmetry** ブロックの下の **sw_inversion** 変数を **on** としています。この座標データを可視化すると、図 4.8 となります。

この例のように、表面は厚さ方向の中央を原点とすることによって反転対称性があるようになる場合があります。このような場合は、**sw_inversion** パラメーターを **on** とすることによって計算量を削減することができます。表面にさらに分子や原子などを吸着させた計算を行う場合は、両側の反転対称位置に配置することによってやはり反転対称性を保持することが可能です。

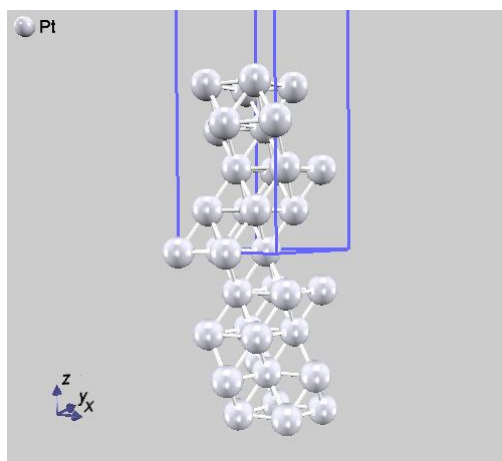


図 4.8 Pt(111) 面の原子配置。表面モデルの中央を原点にすることによって反転対称性がある。

4.5.3 計算例：金属表面の生成エネルギー

OK における表面の生成エネルギーは、以下のように評価することが可能です。

$$\gamma = (E_s - E_b)/2A$$

ここで γ が表面生成エネルギー、 E_s が表面の全エネルギー、 E_b が対応する結晶の全エネルギー、 A が表面積です。 $2A$ で割っているのは、計算では表面が 2 つ現れるからです。また、 E_b は表面モデルと原子数が合うようにスケールしたあとで差を評価します。

反転対称性を考慮した表面の計算例は、白金表面の生成エネルギーの計算です。

| | |
|-------------|--|
| Pt(111) 面 | 9 層の(111)面, 計 36 原子。 格子定数は, $a = b = 5.657\text{\AA}$, $c = 30\text{\AA}$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$ 図 4.8 のモデル |
| Pt(110)面 MR | 15 層の missing-row (MR) (110)面, 計 28 原子 MR 面とは, 表面の“列”をなしている原子が 1 列おきに欠けている表面のモデル。 格子定数は $a = 4\text{\AA}$, $b = 2.828427125\text{\AA}$, $c = 30\text{\AA}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ 図 4.10 のモデル (この図では, スーパーセルで表示している)。 |
| Pt(110)面 | 15 層の(110)面, 計 15 原子。 格子定数は $a = 8\text{\AA}$, $b = 2.8284271248\text{\AA}$, $c = 30\text{\AA}$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ 図 4.9 のモデル (この図では, スーパーセルで表示している)。 |

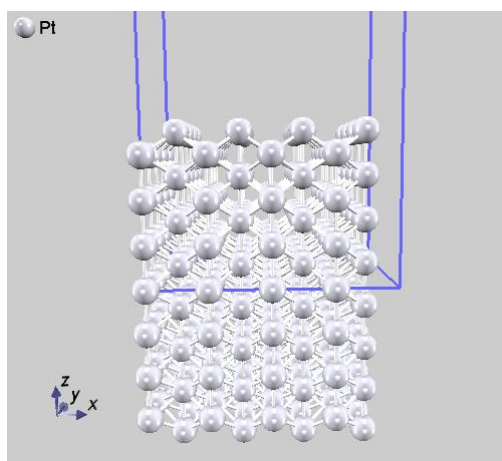


図 4.9 Pt(110) 理想表面(スーパーセル表示)

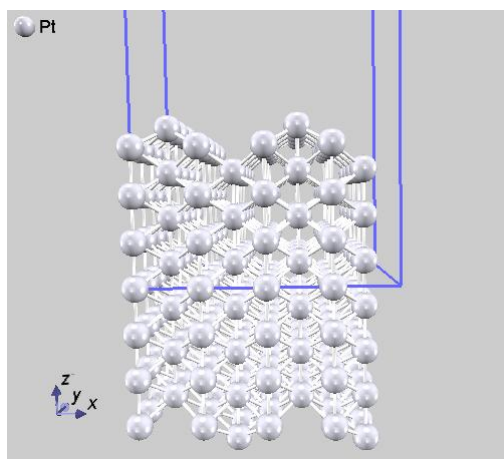


図 4.10 Pt(110) 面 missing-row 構造(スーパーセル表示)

白金表面は, (111)面が最も安定で, (110)面については missing-row 最配列が成されるとされています。このようなことが, 表面生成エネルギーの計算から再現できることを確認します。

主な計算条件です。

- いずれのモデルも反転対称性を考慮
- カットオフエネルギーは 25 Rydberg
- k 点サンプリングは, (111) に対しては 6x6x1, (110) に対しては 6x8x1, (110) MR に対しては 3x8x1
- 構造最適化は BFGS 法によって実施 ; 力の収束判定は 2×10^{-4} hartree/bohr
- 構造最適化の対象となる原子は, 最表面から 4 層ずつ

このようにして得られた表面生成エネルギーの計算結果を, 表 4.3 にまとめました。(111)面の生成エネルギーが小さく, 次に(110)MR, 最も生成エネルギーが大きいのが(110)面という結果が得られました。

表 4.3 白金表面の生成エネルギー。(111), (110)MR, (110) の順で生成エネルギーが小さい。

| | (111) | (110) MR | (110) |
|------------------------------|-------|----------|-------|
| 生成エネルギー (eV/Å ²) | 0.089 | 0.099 | 0.108 |

4.6 原子・分子の計算

原子・分子の計算は、真空層を設けることによって行います。原子や分子の場合は、周期的境界条件の影響がないように、すべてのセルベクトルの方向で真空層を設ける必要があります。通常、 k サンプリングは Γ 点のみを利用します。

4.6.1 入力パラメータ

原子・分子の計算は、真空層を設けるように `unit_cell` を指定します。

```
unit_cell{
  a_vector = 15.0      0.0      0.0
  b_vector =  0.0      15.0      0.0
  c_vector =  0.0      0.0      15.0
}
```

水分子の計算の入力パラメータです。原子座標に対し、十分に大きなユニットセルとしています。

```
Control{
  condition = initial
  cpumax = 1 day ! maximum cpu time
  max_iteration = 6000
}

accuracy{
  cutoff_wf = 25.00 rydberg
  cutoff_cd = 225.00 rydberg
  num_bands = 8
  xctype = ggapbe
  initial_wavefunctions = matrix_diagon
  matrix_diagon {
    cutoff_wf = 5.0 rydberg
  }
  ksampling{
    method = gamma
  }
  scf_convergence{
    delta_total_energy = 1.e-10
    succession = 3
    num_max_iteration = 300
  }
  force_convergence{
    delta_force = 1.e-4
  }
  initial_charge_density = Gauss
}

structure{
  unit_cell_type = primitive
  unit_cell{
    a_vector = 15.0      0.0      0.0
    b_vector =  0.0      15.0      0.0
    c_vector =  0.0      0.0      15.0
  }
  symmetry{
    tspace{
      lattice_system = primitive
      generators{
```

```

                #tag rotation tx ty tz
                C2z      0 0 0
                IC2x     0 0 0
            }
        }
    }

atom_list{
    coordinate_system = cartesian
    atoms{
        !#default mobile=on
        !#tag rx          ry          rz          element
            -1.45        0.000      1.123      H
             1.45        0.000      1.123      H
             0.0         0.0        0.0        O
    }
}

element_list{ #units atomic_mass
    #tag element  atomicnumber zeta  dev
        H          1          1.00  0.5
        O          8          0.17  1.0  }
}

wf_solver{
    solvers {
        !#tag sol      till_n dts dte itr  var      prec cmix submat
            msd       5      0.1 0.1  1    tanh on   1    on
            lm+msd   10     0.1 0.4  50   tanh on   1    on
            rmm2p    -1     0.4 0.4  1    tanh on   2    on
    }
    rmm {
        edelta_change_to_rmm = 1.d-6
    }
    lineminimization {
        dt_lower_critical = 0.1
        dt_upper_critical = 3.0
    }
}

charge_mixing{
    mixing_methods {
        !#tag id method  rmxs rmxe itr var      prec istr nbxmix update
            1  broyden2  0.3  0.3  1   linear on   5   10  RENEW
            2  simple   0.2  0.5  100 linear on   *   *   *
    }
}
}

```

4.7 電荷密度の出力

PHASE は SCF 計算中は逆空間で電荷密度を扱いますが、収束した電荷密度を実空間に逆フーリエ変換し、出力させることも可能です。こうすることによって PHASE-Viewer などを利用して電荷密度の可視化を行うことが可能です。電荷密度を実空間に出力させるためには、入力ファイルの最上位に `postprocessing` ブロックを作成し、さらにその下に `charge` ブロックを作成しその下で設定を行います。

```
postprocessing{
  charge{
    sw_charge_rspace = on
    filetype = cube
  }
}
```

`charge` ブロックの下では以下の変数の設定を行います。

| | |
|-------------------------------|---|
| <code>sw_charge_rspace</code> | 電荷密度を実空間で出力するかどうかを指定する真偽値です。on にすると実空間の電荷密度が出力されます。 |
| <code>filetype</code> | 電荷密度データのデータフォーマットを指定します。density_only と cube が選べます。density_only の場合電荷密度のみが出力されます。デフォルト値は density_only です。cube の場合、Gaussian Cube 形式で電荷密度が出力されます。このパラメーターは、cube に設定することを推奨します。 |
| <code>title</code> | Gaussian Cube ファイルの“見出し”を指定します。空白文字を含める場合、全体を半角の 2 重引用符で囲みます。 |

また、`filetype` として `cube` を選択した場合、`file_names.data` ファイルにおいて電荷密度ファイルのファイル名を変更しておくことを推奨します。

```
&fname$
...
F_CHR = './nfchr.cube'
/
```

変更しない場合のデフォルト値は `nfchr.data` です。

スピン分極を考慮している場合は、`file_names.data` で指定したファイル名が `nfchr.cube` であったとすると、`nfchr.up.cube` と `nfchr.down.cube` という 2 つのファイルにそれぞれスピンアップ・ダウン に対応する電荷密度データが出力されます。参考のため、図 4.11 に鉄の多数派スピンと少数派スピンの電荷密度を PHASE-Viewer で可視化した様子を示します。

さらに、特定のエネルギー範囲の電荷密度を抜き出して出力させる機能も PHASE には備わっています。この機能については、応用機能において解説します。

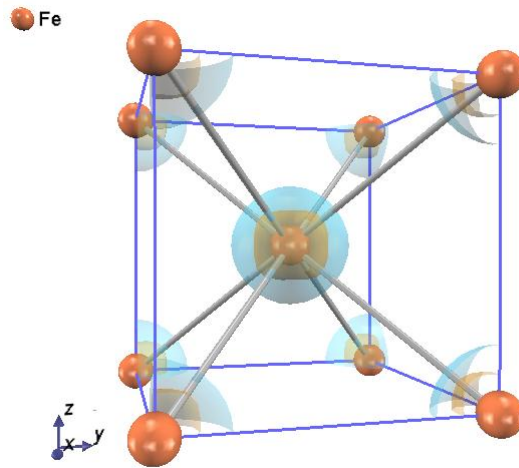


図 4.11 Fe の電荷密度分布図. 青色とオレンジ色の面は, 自発磁化により生じた, 多数派スピンの多数派スピンと少数派スピンの電荷密度分布の等値面を表す.

4.8 状態密度の計算

SCF 計算が収束したのち、状態密度の計算を行わせることができます。電荷密度の計算を行うためには、入力ファイルの最上位に `postprocessing` ブロックを作成し、さらにその下に `dos` ブロックを作成しその下で設定を行います。

```
postprocessing{
  dos{
    sw_dos = on
    method = gaussian
    deltaE_dos = 1e-4 hartree
  }
}
```

`dos` ブロックでは以下の設定を行うことができます。

- `sw_dos` 状態密度計算を行うかどうかを指定する真偽値です。状態密度の計算を行う場合 `on` とします。
- `method` 状態密度の計算方法を指定します。`gaussian` と `tetrahedral` のいずれかを選択することができます。`gaussian` を選択した場合、エネルギー準位をガウス関数によって幅を持たせた上で計算した状態密度が得られます。`tetrahedral` の場合四面体法による高精度な状態密度計算を行うことができます。ただし `tetrahedral` を利用する場合後述の四面体法が利用できる条件もご参照ください。
- `deltaE_dos` 状態密度計算に利用されるエネルギーの幅をハートリー単位で指定します。デフォルト値は `1e-4 hartree` です。

状態密度の計算方法として `tetrahedral` を利用する場合、以下の条件が満たされている必要があります。

- `k` 点サンプリング手法として `mesh` 法を採用している

```
accuracy{
  ksampling{
    method = mesh
  }
}
```

- `smearing` の方法として `tetrahedral` 法を採用している

```
accuracy{
  smearing{
    method = tetrahedral
  }
}
```

以上が満たされていないと `gaussian` 法による状態密度計算が行われてしまうので、ご注意ください。

参考のため、`gaussian` 法と `tetrahedral` 法で計算した体心立方鉄の状態密度をそれぞれ図 2.10 と 2.11 に示します。`k` 点メッシュはそれぞれ $10 \times 10 \times 10$ を採用しました。図 4.12 および図 4.13 より、`Tetrahedral` 法で計算状態密度の方がシャープで精度のよいものが得られていることが分かります。

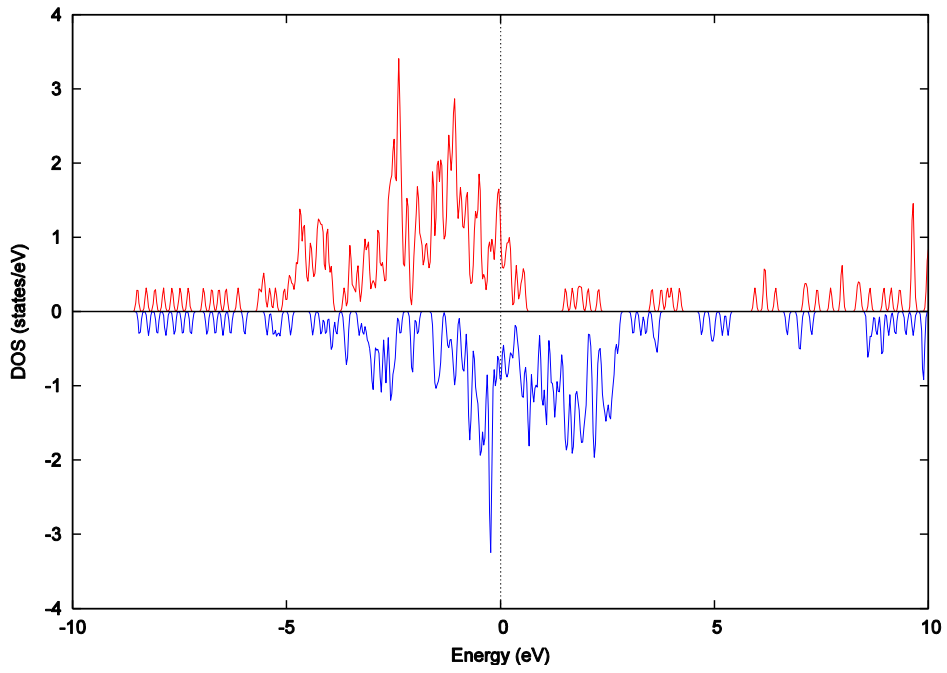


図 4.12 Gaussian 法で計算した体心立方鉄の状態密度

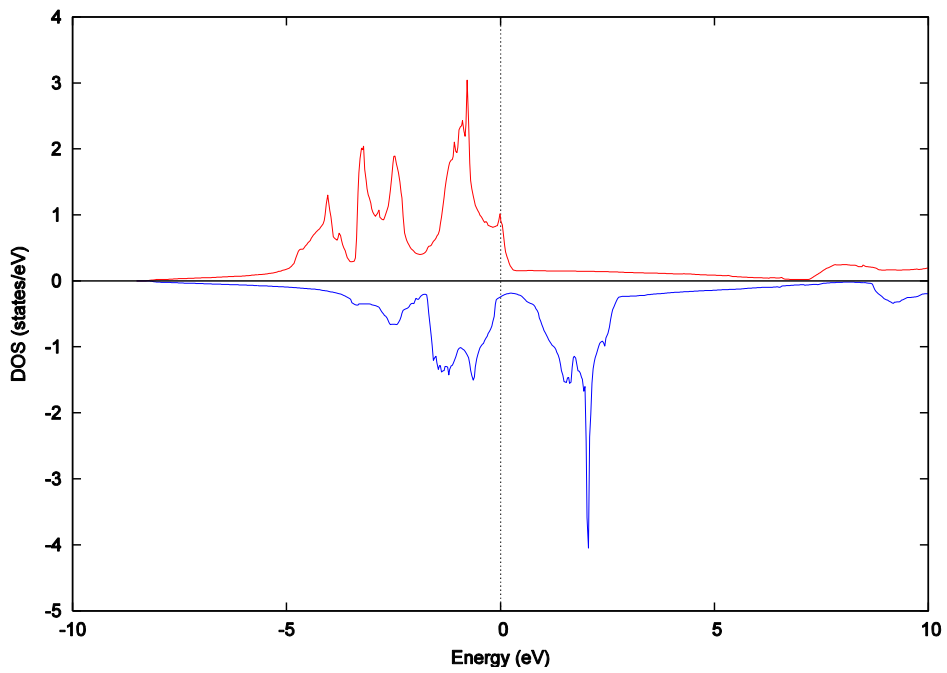


図 4.13 Tetrahedral 法で計算した体心立方鉄の状態密度

PHASE には原子や層によって分割した“局所状態密度”を計算する機能も備わっています。この機能については、応用機能において説明します。

4.9 バンド構造の計算

4.9.1 k 点のデータの作成

バンド構造の計算には、バンド分散を計算する k 点のデータが必要です。

k 点のデータは、ツール `band_kpoint.pl` を利用して作成します。まず `band_kpoint.pl` 用の入力ファイルを作成します。その形式は、以下のようなものです。

```
dkv
b1x b2x b3x
b1y b2y b3y
b1z b2z b3z
n1 n2 n3 nd # Symbol
...
```

`dkv` が k 点の間隔, `b1x,b1y,b1z` は逆格子ベクトル b_1 の x,y,z 成分です。逆格子ベクトル b_2, b_3 についても同様です。五行目以降に特殊 k 点とそのシンボルの指定をします。シンボルの指定は必須ではありませんが、指定がある場合、バンド構造図作成の際に利用されます。整数 n_1, n_2, n_3, n_d を用いて k ベクトルを

$$k = \frac{n_1}{n_d} b_1 + \frac{n_2}{n_d} b_2 + \frac{n_3}{n_d} b_3$$

のように指定します。シンボルは # の後に書いてください。面心立方格子の場合の例を示します。

```
0.02 <---- k 点の間隔
-1.0 1.0 1.0
1.0 -1.0 1.0 <---- 逆格子ベクトル
1.0 1.0 -1.0
0 1 1 2 # X <---- n1 n2 n3 nd # Symbol
0 0 0 1 # {/Symbol G}
1 1 1 2 # L
5 2 5 8 # U
1 0 1 2 # X
```

このファイルを作成したら、以下のように `band_kpoint.pl` を実行すればファイル `kpoint.data` が作成されます。

```
% band_kpoint.pl bandkpt.in
```

`kpoint.data` は以下のような記述になっています。

```
141 141 (a)
0 50 50 100 1 (b)
0 49 49 100 1
0 48 48 100 1
0 47 47 100 1
0 46 46 100 1
0 45 45 100 1
0 44 44 100 1
0 43 43 100 1
.....
.....
.....
```

各項目は次のような意味です。

- (a) k 点の個数を指定します。この例では、141 個です。
- (b) 4 つの整数は、それぞれ k 点を次式のように定義した場合の n_1, n_2, n_3, n_d, w になります (ここで $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ は逆格子ベクトルです)。

$$\vec{k} = w \times \left(\frac{n_1}{n_d} \vec{b}_1 + \frac{n_2}{n_d} \vec{b}_2 + \frac{n_3}{n_d} \vec{b}_3 \right)$$

4.9.2 固定電荷の計算を行う

固定電荷の計算は、プログラム `ekcal` プログラムを使用します。

SCF の計算を行ったディレクトリーに固定電荷計算を実行しても問題はありませんが、波動関数などのデータが上書きされないようにするため新たに固定電荷用の実行ディレクトリーを作成することをお勧めします。

4.9.2.1 入力パラメータ

(1) `file_names.data`

`file_names.data` は基本的には SCF 計算の場合と同様ですが、`F_CHGT` 識別子で SCF 計算によって得られた電荷密度ファイルを指す必要がある点が異なります。このファイルは SCF 計算で利用した `file_names.data` 中の `F_CHGT` 識別子で指定されるファイルであり、既定の名前は `nfchgt.data` です。たとえば、SCF 計算を行ったディレクトリー直下において固定電荷用の入力データを作成している場合、`file_names.data` に以下を記述します。バンド分散を求めたい k 点のデータ `kpoint.data` は `file_names.data` で指定できます。

```
&fname
...
F_CHGT = '../nfchgt.data'
F_KPOINT = 'kpoint.data'
...
/
```

もし PAW 法による計算を行っているのならば、`F_CHGT` のほかに `F_CNTN_BIN_PAW` という識別子によって指定されるファイルも SCF 計算のファイルを指す必要があります。また、DFT+U 法による計算を行っている場合、占有行列ファイルを SCF 計算のファイルを `F_OCCMAT` 識別子によって指定する必要があります。具体的には、以下のようになります。

```
&fname
...
F_CHGT = '../nfchgt.data'
F_OCCMAT = '../occmat.data' <--- DFT+U の場合は必要
F_CNTN_BIN_PAW = '../continue_bin_paw.data' <--- PAW 法の場合は必要
...
/
```

(2) 入力パラメータファイル

固定電荷計算用の入力ファイルを作成します。基本的には SCF 計算で利用した入力ファイルを元に作成するとよいでしょう。ただし次の点にご注意いただく必要があります

- 原子の座標の作成

構造緩和を行った場合、固定電荷の入力ではその緩和された構造を利用する必要があります。従って、構造緩和を行った場合は `F_DYNM` ファイルに書かれている最後の構造を参考に原子の座標を設定してください。

- 計算条件の変更

固定電荷で計算する、という指定を下記の要領で行います。

```
Control{
...
condition = fixed_charge
...
}
```

...

固定電荷の計算も継続計算に対応しています。継続計算を行う場合, condition を `fixed_charge_continuation` としてください。

- **k** 点サンプリングの設定

作成した `kpoint.data` を読み込むように, **k** 点サンプリング法を以下のように編集します。

```
accuracy{
  ...
  ksampling{
    method = file
  }
  ...
}
```

- `ek_convergence` ブロックの設定

固有値計算の計算条件などを設定する, `accuracy.ek_convergence` ブロックの設定を行う必要があります。以下, `ek_convergence` ブロックの記述の例を示します。

```
accuracy{
  ...
  ek_convergence{
    num_max_iteration = 500
    delta_eigenvalue = 1.e-5
    succession = 2
  }
  ...
}
```

`ek_convergence` ブロックの各変数の意味は下記の通りです

`num_max_iteration` 繰り返し計算の上限を指定します

`delta_eigenvalue` 収束判定を設定します。この値のデフォルト値は $1e^{-5}$ です。多くの場合このデフォルト値で問題はないと思われますが、目安としては、絶縁体、半導体の場合は $1.e^{-4}$ rydberg 程度、金属の場合は $1.e^{-6}$ rydberg 程度がよいでしょう。

`succession` 全エネルギーの前ステップとの差が `delta_eigenvalue` 以下 `succession` 回連続で収まった時点で収束したと見做します。

4.9.3 バンド構造図の作成

計算を実行した結果、全 k 点の各バンドの固有エネルギーがファイル `nfenergy.data` に出力されます。

```

num_kpoints = 117 (a)
num_bands = 8 (b)
nspin = 1 (c)
Valence band max = 0.233846 (d)

nk_converged = 117 (e)
ik = 1 ( 0.500000 0.500000 0.000000 )
ik = 2 ( 0.487805 0.487805 0.000000 )
ik = 3 ( 0.475610 0.475610 0.000000 )
ik = 4 ( 0.463415 0.463415 0.000000 )
ik = 5 ( 0.451220 0.451220 0.000000 )
ik = 6 ( 0.439024 0.439024 0.000000 )
...
...
...

=== energy_eigen_values ===
ik = 1 ( 0.000000 0.500000 0.500000 ) (f)
    -0.0484324576 -0.0484324576 0.1258094928 0.1258094928 (g)
    0.2619554301 0.2619554301 0.6015285208 0.6015285208
=== energy_eigen_values ===
ik = 2 ( 0.000000 0.490000 0.490000 )
    -0.0540717201 -0.0427149632 0.1258687739 0.1258687739
    0.2607026807 0.2633829927 0.6006243932 0.6006243932
    .....
    .....
    .....

```

各項目を説明します。

- (a) k 点数。この例では141 個です。
- (b) バンド数。この例では8 です。
- (c) スピン自由度。1 か2 の値をとります。この例では1 であり、スピン分極を考慮しない計算に対応します。
- (d) フェルミエネルギーの値。半導体/絶縁体の場合価電子帯の上端のエネルギーが記述されます。単位はハートリーです。
- (e) 計算した k 点
- (f) 固有値の情報が記述されます。まずこの行で、どの k 点に対応する固有値データかが分かります。この例では、1 番目の k で、その座標は逆格子ベクトルを基底として(0,0.5,0.5) となります。
- (g) 固有値のデータが、バンドの数だけ出力されます。単位はハートリーです。

スピンを考慮した計算の場合(上記の(c) が2 の場合) もほぼ同様のファイル形式ですが、上記の(e) の隣に“UP”か“DOWN” と記述される、という違いがあります。それぞれ多数派スピンと少数派スピンに対応する固有値が書き出されます。

```

    .....
    .....
    .....

=== energy_eigen_values ===
ik = 1 ( 0.000000 0.000000 0.000000) UP
    -0.1998699758 0.0267639589 0.0267639589 0.0267639589
    0.0725171077 0.0725171077 1.0289118953 1.0289118953
    1.0289118953 1.1650173104 1.1650173104 1.1650173104
    1.2129026022 1.2129026022 1.2994754011 1.2994754011
    1.2994754011 1.6365336765 2.2629596795 2.2629596795
=== energy_eigen_values ===
ik = 2 ( 0.000000 0.000000 0.000000) DOWN
    -0.1960420390 0.1062941746 0.1062941746 0.1062941746

```

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0.1799862148 | 0.1799862148 | 1.0183970612 | 1.0183970612 |
| 1.0183970612 | 1.2174266166 | 1.2174266166 | 1.2192701193 |
| 1.2192701193 | 1.2192701193 | 1.3289165100 | 1.3289165100 |
| 1.3289165100 | 1.6910264603 | 2.2876818717 | 2.2876818717 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

このようなデータからバンド構造図を作成するのは手間がかかりますが、PHASEにはこの結果からバンド構造図を簡単に作成する“band.pl”という Perl スクリプトが付属しています。band.pl は、以下のように実行します。

```
% band.pl nfeenergy.data bandkpt.in -erange=-10,10 -color -with fermi
```

例として、体心立方鉄のバンド構造図を図 4.14 に示します。

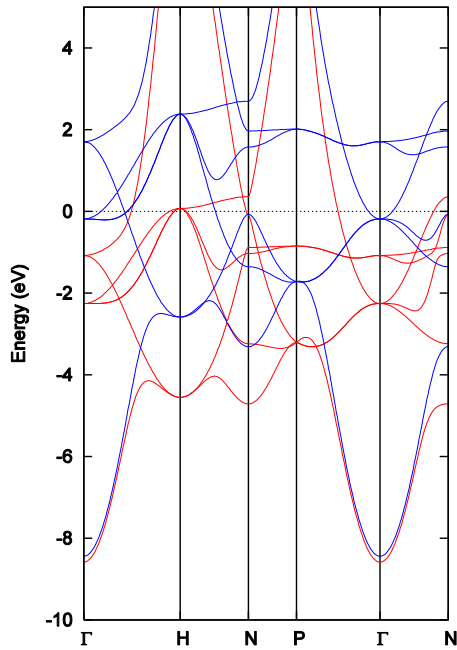


図 4.14 体心立方鉄のバンド構造図。

4.10 格子定数

4.10.1 計算方法

格子定数は、複数の格子定数において全エネルギーを計算することによって計算することが可能です。特に、立方晶の場合は次のマーナハンの状態方程式にフィットすることによって 格子定数だけではなく体積弾性率ももとめることが可能です。

$$E_{\text{tot}}(V) = \frac{BV}{B'(B' - 1)} \left[B' \left(1 - \frac{V_0}{V} \right) + \left(\frac{V_0}{V} \right)^{B'} - 1 \right] + E_{\text{tot}}(V_0)$$

ここで $E_{\text{tot}}(V)$ は単位胞の体積 V における全エネルギー、 B は体積弾性率、 B' は体積弾性率の体積微分、 V_0 は安定な格子定数における単位胞の体積です。 $B, B', V_0, E_{\text{tot}}(V_0)$ の4つがフィッティングパラメーターです。

4.10.2 計算例 : Si 結晶

Si 結晶の格子定数の計算例です。この例題は、`samples/Si_lat`です。`Si_lat`の下には、さらに`volxxx`というサブディレクトリが存在します。各々のサブディレクトリは、`xxx`という単位胞の体積に対応した入力データが格納されています。たとえば、`vol1200`というディレクトリにおける計算モデルの指定は以下のようになっています。

```
structure{
  element_list{
    #tag      element      atomicnumber
           Si      14
  }
  atom_list{
    atoms{
      #units angstrom
      #tag      element      rx      ry      rz
           Si      0.125    0.125    0.125
           Si     -0.125   -0.125   -0.125
    }
    coordinate_system = internal
  }
  unit_cell{
    a_vector = 10.62658569182611066038 0 0
    b_vector = 0 10.62658569182611066038 0
    c_vector = 0 0 10.62658569182611066038
  }
  symmetry{
    method = automatic
    tspace{
      lattice_system = facecentered
    }
    sw_inversion = on
  }
  unit_cell_type = bravais
}
```

座標データは、フラクショナルな座標データで指定しています。カルテシアンでもよいのですが、格子定数を変えるたびに座標値も変えるのは手間がかかるので、格子定数の計算にはフラクショナル座標が適していると言えます。

unit_cell_type として bravais を採用し、さらに lattice_system に facecentered を指定しています。このようにすることによって、格子定数の指定がしやすいブラベー格子によって入力の格子を指定し、実際の計算はより負荷の少ない基本格子で行うことが可能となります。

実際の計算はブラベー格子ではなく基本格子で行われるので、体積としてブラベー格子の値を採用するのであれば必要に応じて結果を変換する必要があります。たとえば、この例の場合体積弾性率は 4 倍します（面心立方格子のブラベー格子の体積は基本格子の 4 倍のため）。

計算を行い、マーナハンの状態方程式にフィットした結果を図 4.15 と表 4.4 に示します。別途計算した原子の全エネルギーから、凝集エネルギーも示しています。原子あたりの凝集エネルギーは、原子の全エネルギーから最安定の格子定数における結晶の全エネルギーを原子数で割った値を引くことによって得ることができます。

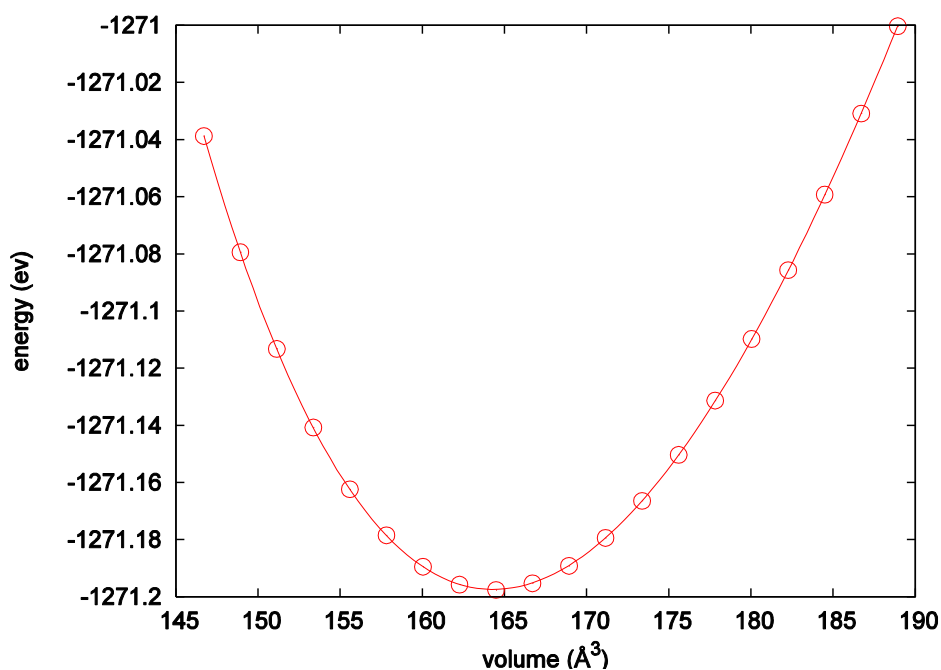


図 4.15 シリコンの Energy-Volume 曲線。白丸は計算値，実線はフィットした結果。

表 4.4 得られた格子定数と体積弾性率

| | PHASE | 実測データ |
|----------------|-------|-------|
| a (Å) | 5.48 | 5.43 |
| B (GPa) | 87.5 | 98.8 |
| Ecoh (eV/atom) | 4.60 | 4.63 |

5. 応用機能

5.1 解析機能

5.1.1 ストレステンソル

5.1.1.1 機能の概要

PHASE には、ストレステンソルを計算する機能があります。ストレステンソルを計算することにより、安定な格子定数や弾性定数を計算することができます。

5.1.1.2 入力パラメータ

ストレステンソルを計算するには、入力パラメータファイル `nfnp.data` において、`structure_evolution` ブロックの下の `stress` ブロックで、ストレステンソル計算を有効にする指定をします。

Si (立方晶) の入力パラメータファイルの例を以下に示します。計算例題は、`samples/stress/`です。

```
Control{
  condition = initial
  cpumax = 24 hour
}
accuracy{
  cutoff_wf = 20.25 rydberg
  cutoff_cd = 81.00 rydberg
  num_bands = 20
  ksampling{
    mesh{ nx = 8, ny = 8, nz = 8 }
  }
}
structure{
  unit_cell_type = primitive
  unit_cell{
    #units angstrom
    a_vector = 0.000000 2.729685 2.729685
    b_vector = 2.729685 0.000000 2.729685
    c_vector = 2.729685 2.729685 0.000000
  }
  symmetry{
    method = automatic
  }
  atom_list{
    coordinate_system = internal
    atoms{
      #tag    rx    ry    rz    element  mobile  weight
      0.125  0.125  0.125    Si    yes     1
      -0.125 -0.125 -0.125    Si    yes     1
    }
  }
  element_list{
    #tag    element  atomicnumber
    Si      14
  }
}
structure_evolution{
  stress{
```

```

        sw_stress=on
    }
}

```

SCF 計算と同様に PHASE を実行します。

```
% mpirun ~/phase0 2015.01/bin/phase
```

計算が終了したら結果を確認します。

```
% grep -A3 'Total STRESS TENSOR' output000
```

```

STRESS TENSOR
 0.0000004032      0.0000000000      0.0000000000
 0.0000000000      0.0000004032      0.0000000000
 0.0000000000      0.0000000000      0.0000004032

```

ストレストンソルは

$$\begin{pmatrix} X_x & X_y & X_z \\ Y_x & Y_y & Y_z \\ Z_x & Z_y & Z_z \end{pmatrix}$$

の形式で出力されています。出力されている値の単位は [Hartree/Bohr³] です。上の結果では入力データとしてわずかに格子定数を小さく取っているため、正の X_x, Y_y, Z_z が出力されています。

また、釣り合いの位置からの格子変形($\equiv e$)、スティフネス定数($\equiv c$)を用いると 次のようなフックの法則が成り立ちます。

$$\left. \begin{aligned} X_x &= c_{11}e_{xx} + c_{12}e_{yy} + c_{12}e_{zz} \\ Y_y &= c_{12}e_{xx} + c_{11}e_{yy} + c_{12}e_{zz} \\ Z_z &= c_{12}e_{xx} + c_{12}e_{yy} + c_{11}e_{zz} \\ X_y (= Y_x) &= c_{44}e_{xy} \\ Y_z (= Z_y) &= c_{44}e_{yz} \\ Z_x (= X_z) &= c_{44}e_{zx} \end{aligned} \right\}$$

5.1.1.3 弾性定数

ストレストンソルの計算結果から、弾性定数の計算を行う例を紹介します。弾性定数は、歪みのない結晶と歪みのある結晶のストレストンソルを利用すると、上述のフックの法則より計算することができます。ここでは、Si (立方晶) を例に説明します。この例題の入力ファイルは、samples/elastic/Si の s0 および sxx の下にあります。s0 が歪みのない結晶の入力データ、sxx が xx 方向に歪みを与える場合の入力データです。

弾性定数を計算する場合、ストレストンソルの絶対値がなるべく小さくなる格子定数を利用することが望ましいです。この例題は、ストレストンソルの各成分の絶対値が 10⁻⁹ [Hartree/Bohr³] 以下となる、以下のような格子定数を採用しています。

```

unit_cell{
  #units angstrom
  a_vector = 0.000000 2.723515 2.723515
  b_vector = 2.723515 0.000000 2.723515
  c_vector = 2.723515 2.723515 0.000000
}

```

ディレクトリー samples/elastic/Si/s0 においてストレストンソルを計算すると以下のような結果が出力されます。

```
% grep -A3 'Total STRESS TENSOR' output000
```

```

Total STRESS TENSOR
 0.0000000006      0.0000000000      0.0000000000
 0.0000000000      0.0000000006      0.0000000000

```

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000006 |
|--------------|--------------|--------------|

つぎに、ディレクトリー `sxx` へ移ります。

```
% cd ../sxx
```

このディレクトリーに置かれている入力ファイルは `s0` のものとはほぼ同じですが、以下の設定によって 11 方向(`xx` 方向)に 0.001 という格子歪みを与えた計算を行うこととなります。

```
structure{
  ...
  ...
  strain{
    sw_strained_cell = on
    e11 = 0.001
  }
}
```

`structure` ブロックの下に `strain` ブロックを作成し、変数 `sw_strained_cell` を `on` とすると格子歪みを与えて計算を行うことができます。さらに変数 `e11`, `e12`, `e13`, `e22`, `e23`, `e33` で非ゼロとする歪み成分を指定します。このディレクトリーで計算を行うと、以下のようなストレステンソルが得られます。

```
% grep -A3 'Total STRESS TENSOR' output000
```

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| Total STRESS TENSOR | | |
| -0.0000052984 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| 0.0000000000 | -0.0000019980 | 0.0000000000 |
| 0.0000000000 | 0.0000000000 | -0.0000019980 |

この例題の弾性定数の計算には、ストレステンソルの対角成分を用います。この計算例題では、回転や剪断ひずみを与えていませんので、非対角項は 0 になっています。

得られたストレステンソルから、スティフネス定数 c_{11} , c_{12} を次式から計算します。

$$\left. \begin{aligned} X_x &= c_{11}e_{xx} + c_{12}e_{yy} + c_{12}e_{zz} \\ Y_y &= c_{12}e_{xx} + c_{11}e_{yy} + c_{12}e_{zz} \\ Z_z &= c_{12}e_{xx} + c_{12}e_{yy} + c_{11}e_{zz} \\ X_y (= Y_x) &= c_{44}e_{xy} \\ Y_z (= Z_y) &= c_{44}e_{yz} \\ Z_x (= X_z) &= c_{44}e_{zx} \end{aligned} \right\}$$

今のケースでは e_{xx} 以外は 0 なので、歪みのない系とある系の X_x, Y_y の差を歪み量 (0.001) で除すれば c_{11} と c_{12} を計算することができます。結果は下記の通りです。

$$c_{11} = 5.30 \times 10^{-6} \text{ Hartree/Bohr}^3 = 156 \text{ GPa}$$

$$c_{12} = 2.00 \times 10^{-6} \text{ Hartree/Bohr}^3 = 58.7 \text{ GPa}$$

一方、弾性定数(ヤング率($\equiv Y$)・ポアソン比($\equiv P$)・体積弾性率($\equiv V$))はスティフネス定数を用いて次のような式で書き表されます。剛性率は $Y/(2 + 2P)$ と書けます。

$$\left. \begin{aligned} Y &= \frac{c_{11}^2 + c_{11}c_{12} - 2c_{12}^2}{c_{11} + c_{12}} \\ P &= \left| \frac{c_{12}}{c_{11} + c_{12}} \right| \\ V &= \frac{c_{11} + 2c_{12}}{3} \end{aligned} \right\}$$

これにスティフネス定数 c_{11} , c_{12} を代入すれば Si の弾性定数が以下のように求まります。

$$Y = 124 \text{ GPa}$$

$$P = 0.274$$

$$V = 91 \text{ GPa}$$

より精度の高い弾性定数の計算を行ないたい場合、`cutoff_wf`, `cutoff_cd` を大きめにとり、電子状態を十分に収束させる必要があり、計算時間のかかる計算になります。

5.1.2 局所状態密度と部分電荷密度

5.1.2.1 機能の概要

計算した電子状態を解析するため状態密度や電子密度を描きますが、複雑な物質になると解析が困難になります。原子領域の状態密度を求めることにより、結合状態の解析が可能となります。積層構造や界面構造の場合に層毎の状態密度を計算すると、積層による電子状態の変化の解析や界面状態の同定ができます。固有エネルギーがあるエネルギー範囲に収まる電子状態からなる部分電荷密度を計算すると、それらの電子状態の分布が明瞭に分かります。原子分割と層分割の局所状態密度と部分電荷密度の計算の仕方を BaO/Si(001)界面を例に説明します。簡単のため、BaO の格子定数に Si と同じ格子定数(5.43Å)を用います。そして、図 5.1 に示すように、BaO/Si(001)界面の原子構造は 5 層からなるシリコン層と 6 層からなる BaO 層を 0 で繋げた構造にします。この BaO/Si(001)界面の計算例題は samples/BaO_Si001 です。

入力パラメータの構造に関する部分は次のようになっています。

```
structure{
  unit_cell_type=bravais
  unit_cell{
    !! a_Si=5.43 A, c-axis=5*a_Si
    !! (c.f. a_BaO=5.52 A)
    !#units angstrom degree
    a = 3.83958982184, b= 3.83958982184, c= 27.15
    alpha=90.0, beta=90.0, gamma=90.0
  }

  symmetry{
    tspace{
      system = primitive
      generators {
        !#tag rotation tx ty tz
        E          0 0 0
        C2z        0 0 0
      }
    }
    sw_inversion = off
  }
  magnetic_state = para !{para|af|ferro}

  atom_list{
    coordinate_system = internal ! {cartesian|internal}
    atoms{
      !#default mobile=no
      !#tag element rx ry rz num_layer
      Ba 0.0000 0.5000 0.05 1
      O 0.5000 0.0000 0.05 1
      Ba 0.5000 0.0000 0.15 2
      O 0.0000 0.5000 0.15 2
      Ba 0.0000 0.5000 0.25 3
      O 0.5000 0.0000 0.25 3
      O 0.0000 0.5000 0.35 4
      Si 0.0000 0.0000 0.40 5
      Si 0.5000 0.0000 0.45 6
      Si 0.5000 0.5000 0.50 7
      Si 0.0000 0.5000 0.55 8
      Si 0.0000 0.0000 0.60 9
      O 0.5000 0.0000 0.65 10
      Ba 0.5000 0.0000 0.75 11
    }
  }
}
```

```

O      0.0000 0.5000 0.75 11
Ba     0.0000 0.5000 0.85 12
O      0.5000 0.0000 0.85 12
Ba     0.5000 0.0000 0.95 13
O      0.0000 0.5000 0.95 13
    }
}
element_list{ !#tag element  atomicnumber  zeta  dev
                Si           14  0.00  1.5
                Ba           56  0.00  1.5
                O            8  0.00  1.5
}
}

```

原子構造の緩和には時間がかかるので、`mobile` を `no` に設定して構造緩和は行わないことにします。

5.1.2.2 原子分割局所状態密度

原子分割の局所状態密度を計算するにはタグ `Postprocessing` の中にタグ `dos` とタグ `ldos` を書きます。そして、タグ `dos` の中の変数 `sw_dos` を `ON` にし、タグ `ldos` の中の変数 `sw_aldos` を `ON` にします（`phase/0` プログラムの現在までの版（`phase/0 2015.01` までの版）では、`sw_dos=OFF` で `sw_aldos=ON` に設定した場合、異常終了しますのでご注意ください）。

```

Postprocessing{
  dos{
    sw_dos = ON
    method = g
  }
  ldos{
    sw_aldos = ON
    aldost{
      crtddst = 6.0 bohr
      naldost_from = 1
      naldost_to = 19
    }
  }
}
}

```

タグ `aldost` の中の変数 `crtddst` は単位格子を原子ごとにポロノイ多面体分割するときの臨界距離です。どの原子からもこの臨界距離以上離れている領域は真空領域とみなされます。真空領域の状態密度は、(原子の個数+1) 番目の原子局所状態密度として表されます。`naldost_from` と `naldost_to` に原子分割局所状態密度を計算する最初の原子と最後の原子を指定します。これを指定しないと全原子について原子分割局所状態密度が計算されます。また、タグ `atoms` の中で変数 `aldost` を `off` にした原子の局所状態密度は計算されません。変数 `aldost` よりも `naldost_from` と `naldost_to` の方が優先されます。

計算結果は `dos.data` に出力されます。状態密度図を作成するには、付属の Perl スクリプト `dos.pl` を使います。以下のようにすれば、`dos_a001.eps,dos_a002.eps,...,dos_axxx.eps` といったポストスクリプトファイルが作成されます。

```

% ../../../../tools/bin/dos.pl dos.data -erange=-30,5 -dosrange=0,12 -mode=atom

```

`BaO/Si(001)` 界面の原子分割局所状態密度を計算した結果を図 5.1 に示します。`Si,Ba,O` の原子分割局所状態密度にそれぞれの原子の特徴を見ることができます。

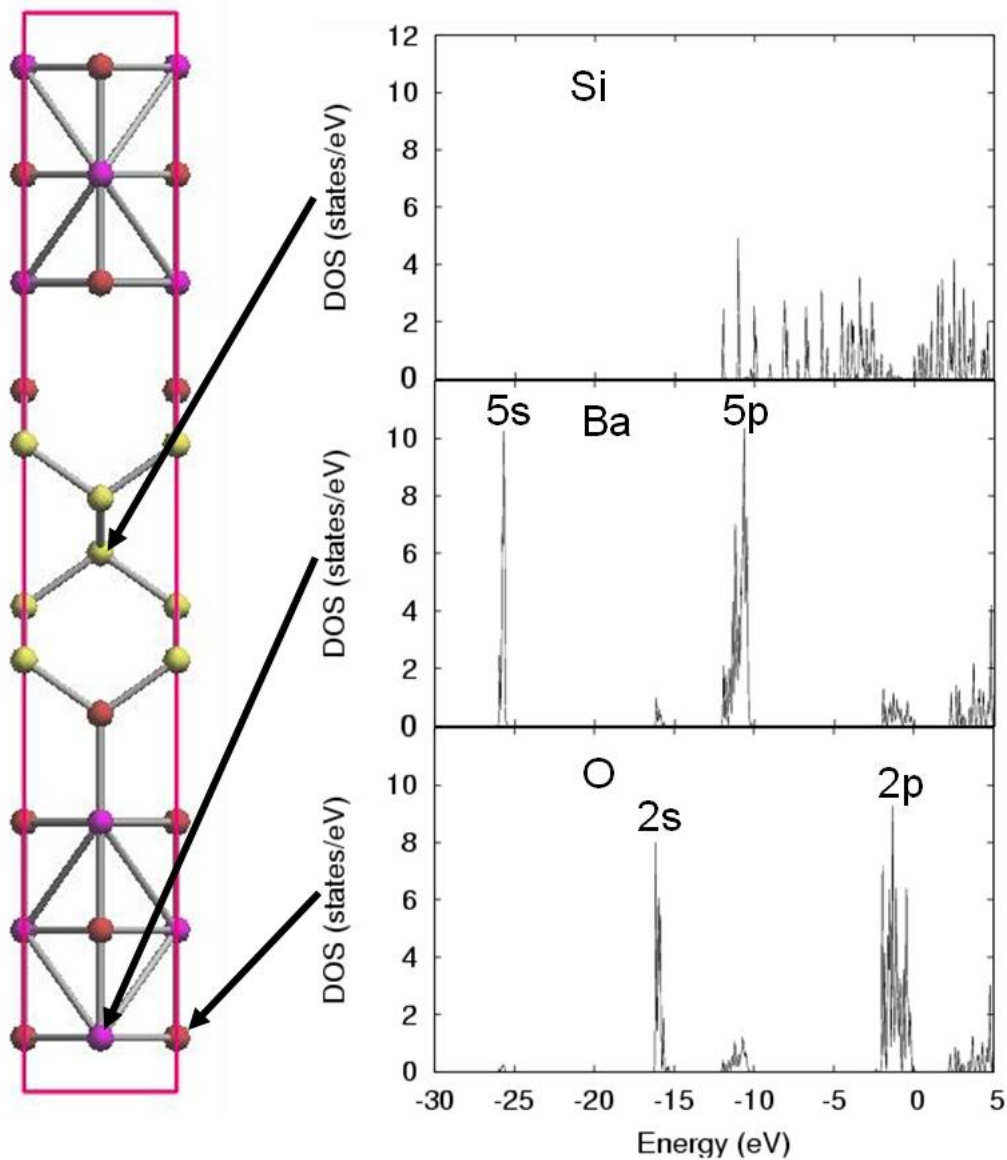


図 5.1 BaO/Si(001)界面構造の原子分割の局所状態密度。上のパネル：Si 層中央の Si の局所状態密度。中央のパネル：BaO 層中央の Ba の局所状態密度。下のパネル：BaO 層中央の O の局所状態密度。

5.1.2.3 層分割局所状態密度

層分割の局所状態密度を計算するにはタグ Postprocessing の中にタグ dos とタグ ldos を書きます。そして、タグ dos の中の変数 sw_dos を ON にし、タグ ldos の中の変数 sw_layerdos を ON にします（原子分割局所状態密度の計算の場合と同様、phase/0 プログラムの現在までの版（phase/0 2015.01 までの版）では、sw_dos=OFF で sw_layer=ON に設定した場合、異常終了しますのでご注意ください）。

```

dos{
  sw_dos = ON
  method = g
}
ldos{
  sw_layerdos = ON
  layerdos{
    slicing_way = by_atomic_positions !{regular_intervals|by_atomic_positions
}

deltaz = 1.0 angstrom

```

```

normal_axis = 3
crtdst = 3.5 bohr
}
}

```

タグ `layerdos` の中の変数 `normal_axis` では層分割するときの層の法線方向を指定します。1 が a 軸で、2 が b 軸で、3 が c 軸を表します。変数 `slicing_way` に `by_atomic_positions` を指定すると、原子位置によって局所状態密度を計算する層を定めることができます。この場合、`atoms` テーブルの `num_layer` によって、原子が含まれる層の番号を指定します。先に示した、構造の入力部分では 13 個の層に各原子を割り当てています。変数 `slicing_way` に `regular_intervals` を指定すると、ある領域を等間隔に分割して作成した各層について局所状態密度を計算します。その間隔は変数 `deltaz` に入力します。変数 `crtdst` は層を作成する領域を決める臨界距離です。端の原子からこの臨界距離まで層を作成します。

層の範囲に関する下記のような記述が `output000` に出力されます。

| !!ldos | no, | min, | max |
|--------|-----|-------------|-------------|
| !!ldos | 1 | 0.00000000 | 5.13060607 |
| !!ldos | 2 | 5.13060607 | 10.26121214 |
| !!ldos | 3 | 10.26121214 | 15.39181821 |
| !!ldos | 4 | 15.39181821 | 19.23977276 |
| !!ldos | 5 | 19.23977276 | 21.80507579 |
| !!ldos | 6 | 21.80507579 | 24.37037883 |
| !!ldos | 7 | 24.37037883 | 26.93568186 |
| !!ldos | 8 | 26.93568186 | 29.50098489 |
| !!ldos | 9 | 29.50098489 | 32.06628793 |
| !!ldos | 10 | 32.06628793 | 35.91424248 |
| !!ldos | 11 | 35.91424248 | 41.04484855 |
| !!ldos | 12 | 41.04484855 | 46.17545462 |
| !!ldos | 13 | 46.17545462 | 51.30606069 |
| !!ldos | 14 | 0.00000000 | 0.00000000 |

`no` は層の番号です。`min` と `max` は層の下端の位置と上端の位置を示します。最後の層は指定した以外の領域です。

計算結果は `dos.data` に出力されます。状態密度図を作成するには、付属の Perl スクリプト `dos.pl` を使います。以下のように実行すると、ポストスクリプトファイル `dos_l001.eps,dos_l002.eps,...,dos_lxxx.eps` が作成されます。

```
% ../../../../tools/bin/dos.pl dos.data -erange=-20,5 -dosrange=0,20 -mode=layer
```

BaO/Si(001)界面の層分割局所状態密度を計算した結果を図 5.2 に示します。

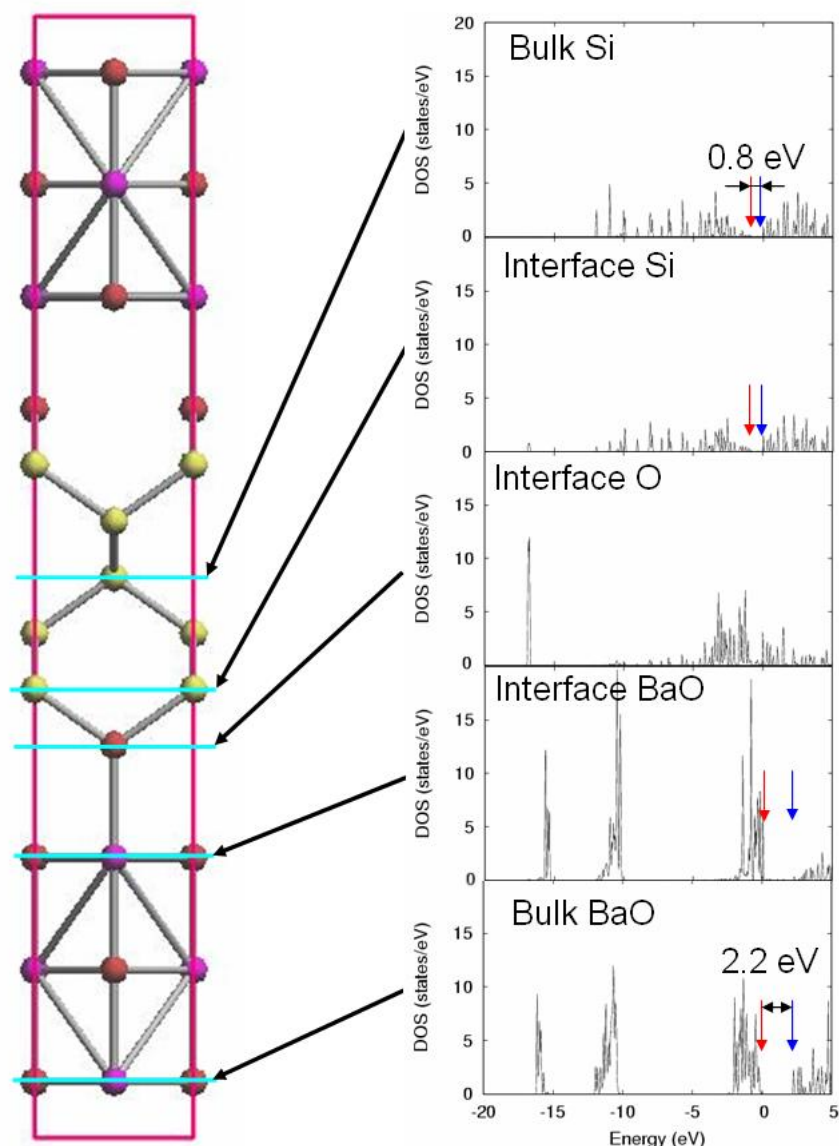


図 5.2 BaO/Si(001)界面構造の層分割局所状態密度。一番上のパネル：Si 層の中央領域の局所状態密度。上から二番目のパネル：BaO/Si(001)界面の Si 側の局所状態密度。中央のパネル：BaO/Si(001)界面の酸素あたりの局所状態密度。下から二番目のパネル：BaO/Si(001)界面の BaO 側の局所状態密度。一番下のパネル：BaO 層の中央領域の局所状態密度。

5.1.2.4 部分電荷密度

部分電荷密度を計算するにはタグ `Postprocessing` の中のタグ `charge` で指定します。タグ `charge` の中の変数 `sw_charge_rspace` とタグ `partial_charge` の中の変数 `sw_partial_charge` を `On` にします。また、この計算を行う場合には、`sw_charge_rspace` も `On` にしておく必要があります。

```
Postprocessing{
  charge{
    sw_charge_rspace = on
    partial_charge {
      sw_partial_charge = on
      Erange_min = -0.45 eV
      Erange_max = 0.45 eV
      Erange_delta = 0.05 eV
      partial_charge_filetype=separate ![individual,separate] integrated}
  }
}
```

```

}
}
}

```

変数 **Erangle_min** と **Erangle_max** にエネルギー領域の最大値と最小値を入力します。エネルギーは金属の場合フェルミレベルから測り、絶縁体の場合は価電子帯上端のエネルギーから測ります。変数 **Erangle_delta** に入力した値の間隔のエネルギー窓を先のエネルギー領域に作成します。

出力ファイル output000 には以下の様にエネルギー窓に関する出力があります (“!pc”で始まる行)。

```

!pc nEwindows = 20, nvb_windows = 10, ncb_windows = 10 <<m_ESoc_set_nEwindows_pc>>
!pc iw if_elec_state erange(hartree) erange(eV)
!pc (asis) (shifted) (shifted)
!pc 1 1 ( 0.094537 0.096374 ) ( -0.018375 -0.016537 ) ( -0.500000 -0.450000 )
!pc 2 1 ( 0.096374 0.098211 ) ( -0.016537 -0.014700 ) ( -0.450000 -0.400000 )
!pc 3 1 ( 0.098211 0.100049 ) ( -0.014700 -0.012862 ) ( -0.400000 -0.350000 )
!pc 4 1 ( 0.100049 0.101886 ) ( -0.012862 -0.011025 ) ( -0.350000 -0.300000 )
!pc 5 0 ( 0.101886 0.103724 ) ( -0.011025 -0.009187 ) ( -0.300000 -0.250000 )
!pc 6 1 ( 0.103724 0.105561 ) ( -0.009187 -0.007350 ) ( -0.250000 -0.200000 )
!pc 7 1 ( 0.105561 0.107399 ) ( -0.007350 -0.005512 ) ( -0.200000 -0.150000 )
!pc 8 0 ( 0.107399 0.109236 ) ( -0.005512 -0.003675 ) ( -0.150000 -0.100000 )
!pc 9 0 ( 0.109236 0.111074 ) ( -0.003675 -0.001837 ) ( -0.100000 -0.050000 )
!pc 10 1 ( 0.111074 0.112911 ) ( -0.001837 0.000000 ) ( -0.050000 0.000000 )
!pc 11 1 ( 0.112911 0.114749 ) ( 0.000000 0.001837 ) ( 0.000000 0.050000 )
!pc 12 0 ( 0.114749 0.116586 ) ( 0.001837 0.003675 ) ( 0.050000 0.100000 )
!pc 13 0 ( 0.116586 0.118424 ) ( 0.003675 0.005512 ) ( 0.100000 0.150000 )
!pc 14 0 ( 0.118424 0.120261 ) ( 0.005512 0.007350 ) ( 0.150000 0.200000 )
!pc 15 0 ( 0.120261 0.122099 ) ( 0.007350 0.009187 ) ( 0.200000 0.250000 )
!pc 16 1 ( 0.122099 0.123936 ) ( 0.009187 0.011025 ) ( 0.250000 0.300000 )
!pc 17 1 ( 0.123936 0.125773 ) ( 0.011025 0.012862 ) ( 0.300000 0.350000 )
!pc 18 0 ( 0.125773 0.127611 ) ( 0.012862 0.014700 ) ( 0.350000 0.400000 )
!pc 19 0 ( 0.127611 0.129448 ) ( 0.014700 0.016537 ) ( 0.400000 0.450000 )
!pc 20 0 ( 0.129448 0.131286 ) ( 0.016537 0.018375 ) ( 0.450000 0.500000 )

```

nEwindows はエネルギー窓の総数です。nvb_windows と ncb_windows はそれぞれ価電子状態と伝導電子状態を含むエネルギー窓の数です。この設定例では、Erangle_min = -0.45 eV, Erangle_max = 0.45 eV, Erangle_delta = 0.05 eV なので、エネルギー窓の数は 18 個になるはずですが、実際には低エネルギー側および高エネルギー側にそれぞれ Erangle_delta 幅の袖領域を設けて出力するのでエネルギー窓の総数が 20 個になっていることに、ご注意ください。iw はエネルギー窓の番号です。if_elec_state はそのエネルギー窓に電子状態があるかどうかを示しています。この値が 0 の時は電子状態がなく、1 の時には電子状態が存在します。列 asis には原子単位でエネルギー窓の範囲が示されています。二つの列 shifted にはエネルギーの基準から測ったときのエネルギー窓の範囲が原子単位と eV 単位で示されています。

変数 partial_charge_filetype に individual または separate を指定すると、各エネルギー窓ごとに計算された電荷密度が番号付けされたファイルに出力されます。その際の名前の付け方は、スピン分極がない場合であれば、F_CHR = nfchr.cube に対して nfchr.00xx.cube (xx には上の表の iw の値が入る) というようになります。スピン分極がある場合には、F_CHR = nfchr.cube に対して、nfchr.up.00xx.cube, nfchr.down.00xx.cube の二種類のファイルが生成されます。上の表で if_elec_state が 0 になっているのは、その範囲に固有値がある状態がないことを示しています。その場合、cube ファイルは生成されません。

integrated を選択すると各電荷密度がひとつのファイルに追記され、各電荷密度データの先頭には PARTIALCHARGE が記述され、終わりには END が記述されます。

BaO/Si(001)界面の部分電荷密度を計算した結果を図 5.3 に示します。

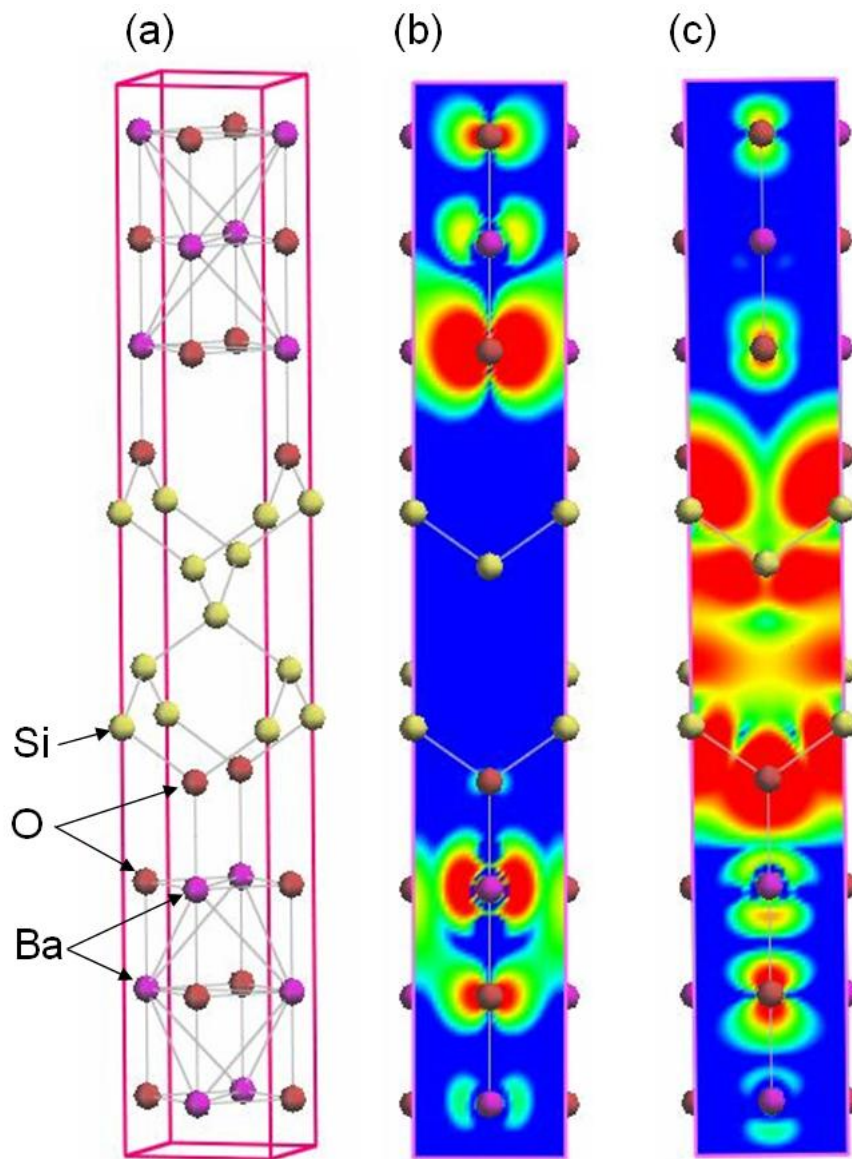


図 5.3 BaO/Si(001)界面構造の部分電荷密度。(a)BaO/Si(001)界面構造のモデル図。(b)フェルミレベル直下(固有エネルギーが -0.05eV から 0.0eV まで)の電子状態の部分電荷密度。(c)フェルミレベル直上(固有エネルギーが 0.0eV から 0.05eV まで)の電子状態の部分電荷密度。電子密度は 1×10^{-5} から 1×10^{-3} までが示されています。青い部分には電子が少なく、赤い分には電子が多くなっています。

- 応用例：STM 像の解析

部分電荷密度出力機能を利用すると、STM 像を模擬することが可能です。解析したいバイアスポテンシャルに対応したエネルギーウィンドウの部分電荷密度を、表面からある程度離れた平面に投影した像が計算上の STM 像です。以下、サンプルデータ(samples/stm_by_pcharge 以下) を利用して計算方法を具体的に説明します。サンプルは、Si の(001) 面に相当するデータです。通常の PHASE 入力に、以下のように部分電荷密度出力の設定を加えています。

```
postprocessing{
  charge{
    sw_charge_rspace = on
    filetype = cube
    partial_charge{
      sw_partial_charge = on
      partial_charge_filetype = individual
      Erange_min = 0 eV
      Erange_max = 0 eV
      Erange_delta = 1 eV
    }
  }
}
```

このように設定することによって、フェルミエネルギーからみて-1 eV から0 eV までのデータと0 eV から1 eV のエネルギーウィンドウの部分電荷密度が出力されます。それぞれ、-1 V (占有状態) および1 V (非占有状態) のバイアスポテンシャルに対応した STM 像が得られます。この入力データを利用して計算を実施すると、nfchr.0001.cube (-1 eV から0 eV の電荷密度データファイル) と nfchr.0002.cube (0 eV から1 eV の電荷密度データファイル) が作成されます。それぞれ、表面から 5 Å 程度離れた地点でのコンター図を占有状態について図 5.4(a)に、非占有状態について図 5.4(b)に示します。

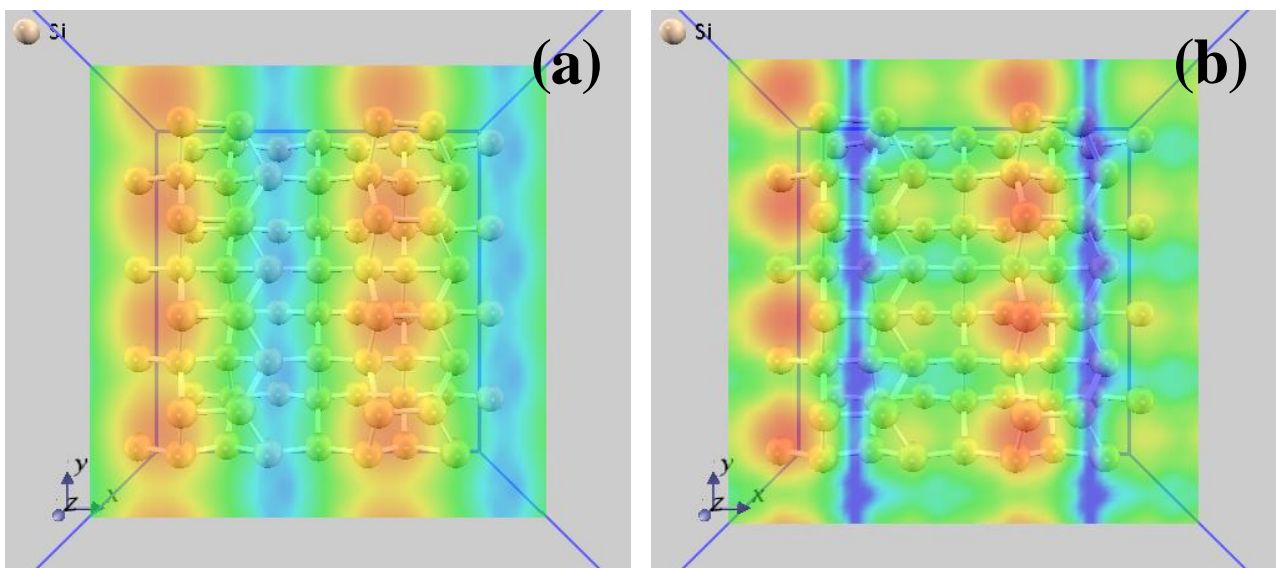


図 5.4 Si (100)面の STM 像, (a) 占有状態の像, (b)非占有状態の像。

5.1.2.5 ウルトラスフト型擬ポテンシャルを利用している場合の高速化

局所状態密度計算をウルトラスフト擬ポテンシャルを利用して計算する場合、非常に多くの計算時間がかかって

しまう場合があります。これは欠損電荷の計算に時間がかかってしまうからなのですが、この計算を実空間で行うことによって高速化を実現することができます。欠損電荷の計算を実空間で行うには、以下のような設定を行います。

```
Postprocessing{
  dos{
    sw_dos = on
  }
  ldos{
    sw_rspace = on
    sw_aldos = on
    sw_layerdos = on
    aldos{
      ...
      ...
    }
    layerdos{
      ...
      ...
    }
  }
  ...
  ...
}
```

ldos ブロックで変数 `sw_rspace` を定義し、その値を `on` とすれば欠損電荷の計算を実空間で行わせることができます。

5.1.3 射影状態密度

PHASE には、軌道ごとに射影した状態密度を計算する機能もあります。ここでは、射影状態密度を計算する方法を紹介します。

5.1.3.1 入力パラメータ

射影状態密度を計算するには、射影したい軌道の設定を以下のように指定します。

```
accuracy{
  ...
  projector_list{
    projectors{
      #tag no group radius l t
      1 1 1.0 0 1
      2 1 1.0 1 1
      3 2 1.5 0 2
      4 2 1.5 1 2
      5 2 1.5 2 2
    }
  }
}
```

no に軌道の識別番号を指定します。省略可能です。group には、“軌道グループ” を指定します。ひとまとめに扱いたい軌道には同じ group 値を指定します。radius には軌道の半径をボア単位で指定します。原子間距離の半分程度よりも小さな値が目安となります。デフォルト値は 1 bohr です。l には、軌道角運動量を指定します。0 が s 軌道、1 が p 軌道、2 が d 軌道、3 が f 軌道に対応します。最後に、t に主量子数を指定します。ただし、この場合の主量子数とは擬ポテンシャルから見た場合の主量子数であり、ほとんどの場合 1 となります。擬ポテンシャルによっては角運動量と同じ軌道が 2 つ定義されている場合があります。2 つのうちエネルギーの高い方を指定したい場合に t の値を 2 としてください。

次に、定義した射影演算子を原子に割り当てます。これは、以下のように原子配置の定義において属性値 proj_group を追加して指定します。

```
structure{
  atom_list{
    atoms{
      #tag element rx ry rz mobile proj_group
      Fe1 0.0 0.0 0.14783 on 1
      Fe2 0.0 0.0 0.35217 on 2
      Fe1 0.0 0.0 0.85217 on 1
      Fe2 0.0 0.0 0.64783 on 2
      ...
      ...
    }
  }
}
```

磁気量子数と軌道の性格の対応表

| 占有行列の添え字 | $l = 0$ | $l = 1$ | $l = 2$ | $l = 3$ |
|----------|---------|---------|--------------|------------------|
| 1 | s | x | $3z^2 - r^2$ | $z(5z^2 - 3r^2)$ |
| 2 | | y | $x^2 - y^2$ | $x(5z^2 - r^2)$ |
| 3 | | z | xy | $y(5z^2 - r^2)$ |
| 4 | | | yz | $z(x^2 - y^2)$ |

| | | | | |
|---|--|--|------|-----------------|
| 5 | | | zx | xyz |
| 6 | | | | $x(x^2 - 3y^2)$ |
| 7 | | | | $y(3x^2 - y^2)$ |

この例では、Fe1 に group が 1 の軌道グループを、Fe2 に group が 2 の軌道グループを指定しています。異種元素間では異なる軌道グループを指定する必要があります。

postprocessing ブロックにおいて射影演算子を計算するためのスイッチを有効にします。

```
postprocessing{
  ...
  pdos{
    sw_pdos = on
  }
}
```

射影状態密度の計算方法は、postprocessing の dos ブロックにおける指定に従います。

5.1.3.2 計算結果の出力

```
PDOS: ia= 2 l= 1 m= 1 t= 1
No. E(hr.) dos(hr.) E(eV) dos(eV) sum
6 -1.95781 0.0000000000 -56.762838 0.0000000000 0.0000000000
16 -1.95681 0.0000000000 -56.735626 0.0000000000 0.0000000000
26 -1.95581 0.0000000000 -56.708415 0.0000000000 0.0000000000
36 -1.95481 0.0000000000 -56.681204 0.0000000000 0.0000000000
46 -1.95381 0.0085366260 -56.653992 0.0003137151 0.0000002437
56 -1.95281 0.0176460501 -56.626781 0.0006484801 0.0000254127
```

PDOS: という文字列から始まる行が、射影状態密度データの始まりをあらわします。ia=の後に対応する原子の ID が、l=のあとに対応する軌道角運動量が、m=のあとに対応する磁気量子数が、t=のあとに対応する主量子数が出力されます。それ以降の行は、通常の状態密度データと同じです。磁気量子数と軌道の性格の対応は、表に示しています。

射影状態密度データを含んだ dos.data の処理には、dos.pl に-mode=projected オプションをつけて実行します。

```
% dos.pl dos.data -mode=projected -color -with fermi
```

実行すると、EPS 形式のファイル dos_aAAAILmMtT.eps が出力されます。AAA は原子の ID, L は軌道角運動量, M は磁気量子数, T は主量子数に対応した数字です。また、-data=yes オプションを利用すると、軌道ごとに分割された状態密度データファイルを得ることができます。そのファイル名は、EPS ファイルの拡張子を data に変更したものとなります。

5.1.3.3 計算例 : BaTiO3 結晶の射影状態密度

BaTiO3 結晶の射影状態密度を計算した例です。この例題は、samples/pdos/BaTiO3 以下にあります。BaTiO3 はペロブスカイト構造をとる結晶です。厳密には正方晶ですが、立方晶に非常に近い結晶構造です。この例では、結晶構造を以下のように指定し、立方晶として設定しています。

```
structure{
  atom_list{
    atoms{
      #units angstrom
      #tag element rx ry rz proj_group
      Ba 0.00 0.00 0.00
      O 0.50 0.50 0.00 2
      O 0.50 0.00 0.50 2
    }
  }
}
```

```

O 0.00 0.50 0.50 2
Ti 0.50 0.50 0.50 1
}
}
unit_cell{
#units angstrom
a_vector = 4 0.00 0.00
b_vector = 0.00 4 0.00
c_vector = 0.00 0.00 4
}
}

```

射影する軌道は、以下のように指定します。

```

accuracy{
projector_list{
projectors{
#tag no group radius l
1 1 1.0 2
2 2 1.0 1
}
}
}
}

```

グループ 1 は l が 2(d 軌道)、グループ 2 は l が 1(p 軌道) であり、それぞれ Ti と O に割り当てています。最後に、`postprocessing` ブロックにおいて射影状態密度を計算する機能を有効にしています。

```

postprocessing{
dos{
sw_dos = on
method = tetrahedral
}
pdos{
sw_pdos = on
}
}
}

```

状態密度計算は `tetrahedral` 法を利用しています。したがって、k 点サンプリングは `mesh` 法、`smearing` は `tetrahedral` 法を指定しています。

BaTiO₃ 結晶の全状態密度を図 5.5 に、Ti の d 軌道に射影した状態密度を図 5.6 に示します。

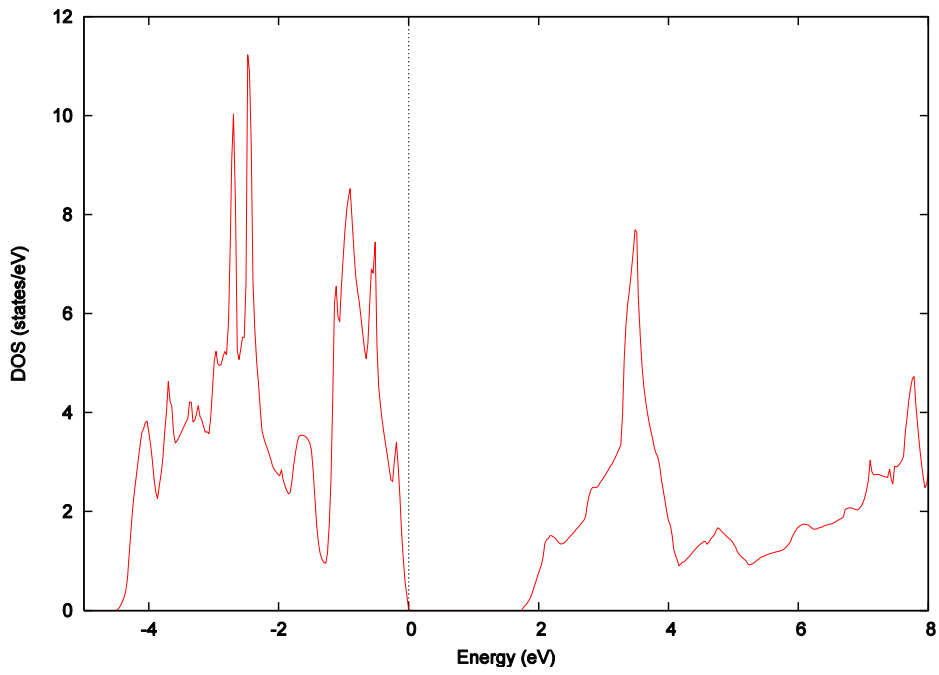


図 5.5 BaTiO₃ 結晶の全状態密度

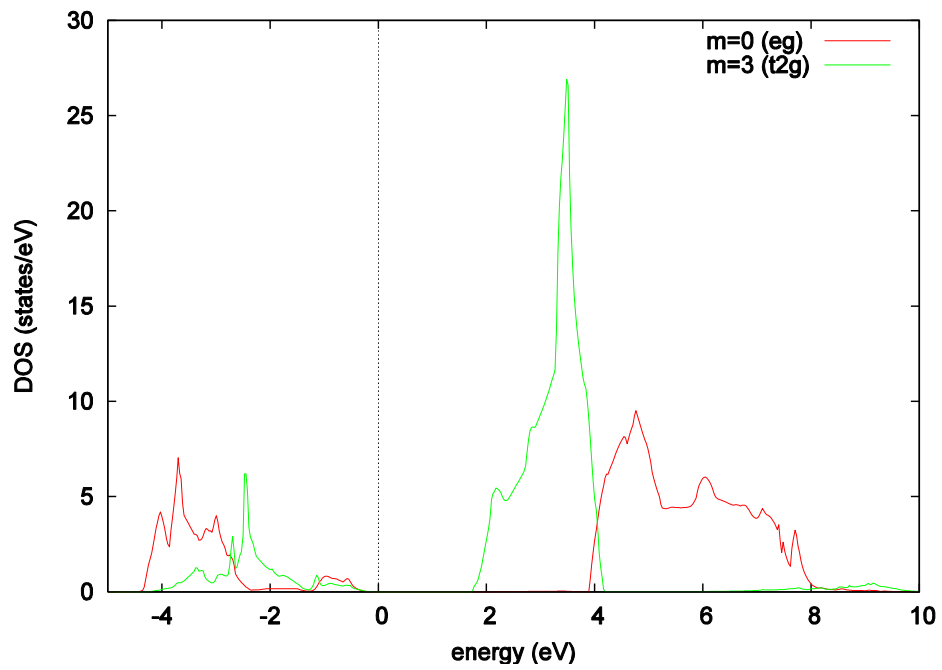


図 5.6 Ti の d 軌道の射影状態密度

5.1.4 ワニエ関数

5.1.4.1 機能の概要

電子状態は結晶全体に広がったブロッホ波と呼ばれる波として表されます。ブロッホ波を k 空間に関してフーリエ変換することにより得られる局在した関数をワニエ関数と呼びます。ワニエ関数の中心位置は電子分布の平均位置を表すため、その和から結晶の分極を容易に知ることができます。また、ワニエ関数の 2 乗は電子の分布を表すため、化学結合に関する知見が得られます。一般にワニエ関数は一意に定まりません。ワニエ関数の広がりが最小になるように変換することにより得られる、一意に定まる関数を最大局在ワニエ関数といいます。

最大局在ワニエ関数はワニエ関数の広がりを表す汎関数 (広がり汎関数) を最小にするようにブロッホ波をユニタリー変換して求めます。広がり汎関数はユニタリー変換行列の関数で、広がり汎関数をユニタリー変換行列に関して微分して得られる行列はワニエ関数の広がりを狭めるユニタリー変換の方向になっています。この方向にわずかにユニタリー変換していくことで、ワニエ関数の広がりを最小にすることができます。

5.1.4.2 計算例 : Si の最大局在ワニエ関数

最大局在ワニエ関数を計算するには、Postprocessing で Wannier 関数を計算することを指定します。

```
Postprocessing{
  wannier{
    sw_wannier = ON
    eps_grad = 1.d-3
    dt = 1.d-4
    max_iteration = 1000
    filetype = cube
  }
}
```

汎関数の勾配の大きさが `eps_grad` 以下になったら計算は終了します。`dt` は最急降下法の仮想的な時間刻みです。繰り返しが `max_iteration` を超えたら計算は停止します。ワニエ関数の出力ファイルは Gaussian cube 形式に指定します。ワニエ関数のファイルの拡張子が `cube` になるように、以下のように `file_names.data` にファイルポインタ `F_WANNIER` を記述します。

```
&fnames
F_INP = './nfinput.data'
F_POT(1) = './Si_ldapw91_nc_01.pp'
F_WANNIER = './nfwannier.cube'
&end
```

この機能は Γ 点のみの計算でしか使用できません。

```
ksampling{
  method = gamma
}
```

また、並列計算には対応していません。並列計算で収束した結果を得ている場合は、非並列の継続処理としてワニエ関数の計算をしてください。

Si のワニエ関数の計算例題は、`sample/wannier/Si8` です。計算を実行すると、ワニエ関数の出力として、`nfwannier.00001.cube` といったファイルが 16 個出力されます。それらの一つを可視化した結果を図 5.7 に示します。最大ワニエ関数は Si-Si 結合間に局在していることがわかります。これは、Si 結晶の結合が共有結合であることを示しています。

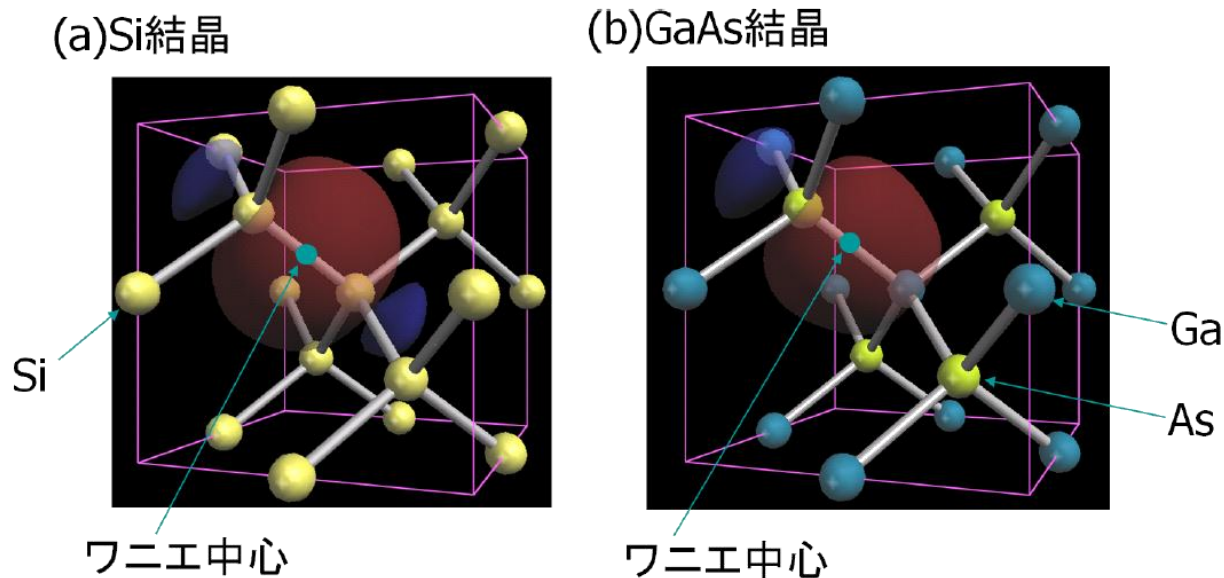


図 5.7 Si 結晶(a)と GaAs 結晶(b)の最大局在ワニエ関数

期待しない局所極小に収束してしまうことがありますが、`sw_random_wannier` を ON にしてランダムな状態から計算を始めることでこの問題が解決できることがあります。

```
Postprocessing{
  wannier{
    ...
    sw_randomize = ON
    ...
  }
}
```

また、収束が不十分な状態で計算が終了しているようでしたら、`sw_continue` を ON にして計算を継続してください。

```
Postprocessing{
  wannier{
    ...
    sw_continue = ON
    ...
  }
}
```

5.1.4.3 Wannier90 を用いたワニエ関数解析

(1) 機能の概要

Wannier90 プログラム(<http://www.wannier.org/>)と連携することによってワニエ関数を出力することも可能です。Wannier90 プログラムと連携することによって、PHASE に組み込まれたワニエ関数解析機能では実施することのできない、以下の計算を行うことが可能です。

- Γ 点だけでなく、一般の k 点サンプリングでワニエ関数を出力することが可能
- ワニエ補間により、バンド構造を得ることが可能
- ワニエ補間により、フェルミ面や逆空間における等エネルギー面の描画が可能

ここでは、PHASE を Wannier90 と連携させて上記のような計算を行う方法を説明します。本機能を利用する場合は、上述のウェブサイトから Wannier90 プログラムを入手し、コンパイル作業を行っておいてください。

(2) 計算方法

Wannier90 と連携して解析を行うには、以下のような処理を行います。Wannier90 の入力ファイル作成方法は、Wannier90 のユーザーマニュアルを参照してください。

1. Wannier90 の入力データを作成します。ファイル名は *seedname.win* とします。*seedname* は任意の文字列で、系の名前などを指定します。
2. Wannier90 を、以下のように“プリプロセスモード”で実行します。

```
% wannier90.x -pp seedname
```

この作業によって、Wannier90 が必要とするデータの情報を記録したファイルが作成されます。このファイルの情報をもとに PHASE の入力ファイルを作成します。

3. PHASE の入力パラメーターファイルを作成します。格子定数や k 点サンプリングを Wannier90 の入力に合わせて編集します。その具体例は例題において紹介します。さらに、**postprocessing** ブロックに以下を追記します。

```
postprocessing{
  wannier{
    seedname = "seedname"
    sw_wannier90 = on
    nb_wan90 = wannier90 で利用するバンド数
  }
}
```

変数 *seedname* に上述の *seedname* を二重引用符で指定します。**sw_wannier90** を **on** とすることによって Wannier90 が必要とするファイルを出力することができます。**nb_wan90** には、Wannier90 で利用するバンド数を指定します。PHASE のバンド数以下の数値にする必要があります。

4. PHASE を通常通り実行します。その結果、Wannier90 が必要とする行列要素データや固有値データの記録されたファイルが得られます。ただし、Wannier90 が利用するデータの出力は非並列計算で行う必要があるため、並列計算をしたい場合はひとまず **sw_wannier90** を **off** として計算を収束させたあとに **sw_wannier90** を **on** とし、非並列の継続計算で Wannier90 用の出力を行います。
5. Wannier90 を実行します。

```
% wannier90.x seedname
```

その結果、Wannier90 のログ出力やワニエ関数データのほか、Wannier 基底のタイトバインディングハミルトニアンデータなどが得られます。*seedname.win* の設定によっては、そのほかバンド構造やフェルミ面を構築するために必要なデータ、1次元伝導解析の結果なども得られます。

(3) ワニエ補間

wan_interp プログラムは、ワニエ補間を行ってバンド構造やフェルミ面の計算を行うプログラムです。そのソースコードは、src_wan_interp 以下にあります。コンパイルするにはこのディレクトリーへ移り、コンパイル用のシェルスクリプト、make.sh 中の Fortran90 コンパイラーと LAPACK ライブラリーの設定を行ったあと make.sh を実行してください。なお、ワニエ補間によるバンド構造やフェルミ面の計算は、Wannier90 本体によって実施することも可能です。その方法は、Wannier90 のユーザーマニュアルを参照してください。Wannier90 によって行う場合は、band.pl によるバンド構造図の作成や PHASE-Viewer によるフェルミ面の描画などは行えません。

wan_interp プログラムは、以下のファイルを必要とします。

- seedname_hr.dat ファイル：Wannier90 プログラムによって出力される、ワニエ基底のタイトバインディングハミルトニアンデータです。
- seedname.nnkp ファイル：Wannier90 が必要とするデータを作成するために必要な情報が記録されたファイルです。Wannier90 を“プリプロセスモード”で実行すると得られるファイルです。
- kpoint.data ファイル：計算したい k 点の情報が記録されたファイル。データフォーマットは、PHASE の標準の kpoint.data ファイルのフォーマットです。その作成方法は、バンド構造図の場合はバンド計算の項を、フェルミ面の場合は PHASE-Viewer ユーザーマニュアルの逆空間ビューアーの項を参照してください。
- nfefermi.data ファイル：フェルミエネルギーの値が記録されたファイルです。PHASE から出力されますので、wan_interp プログラムを実行するディレクトリーにコピーしておいてください。
- fs.data ファイル（フェルミ面の場合）：PHASE-Viewer がフェルミ面を描画する際に利用する補助データが記録されたファイルです。PHASE-Viewer の手続きによってフェルミ面用の k 点データファイルを作成した場合自動的に作成されます。

以上のファイルを揃えたら、つぎの要領で実行します。

```
% wan_interp seedname
```

(4) 計算例題

具体例として、GaAs 結晶のケースを説明します。この例題の入力ファイルは、samples/wan90/GaAs 以下にあります。

- ワニエ関数の出力

まず、Wannier90 を以下のように実行します。

```
% wannier90.x -pp gaas
```

この操作によって、必要な情報が gaas.nnkp というファイルに出力されます。このファイルの記述をもとに PHASE の入力ファイルを作成します。

まず、gaas.nnkp ファイルには次のような書式で単位胞の情報が Å 単位で記述されます。

```
begin real_lattice
  0.0000000  2.8265001  2.8265001
  2.8265001  0.0000000  2.8265001
  2.8265001  2.8265001  0.0000000
end real_lattice
```

この指定に従い、PHASE の入力パラメーターファイルの単位胞の指定は以下のようになっています。

```
structure{
  unit_cell{
    #units angstrom
    a=5.653, b=5.653, c=5.653
```

```

    alpha=90, beta=90, gamma=90
  }
  symmetry{
    tspace{
      lattice_system = facecentered
    }
  }
}

```

この例では、ブラベー格子を利用して単位胞の指定を行っています。GaAs は面心立方格子なので、**lattice_system** パラメーターに **facecentered** が指定されています。

また、gaas.nnkp においては **k** 点サンプリングの方法が次のように指定されています。

```

begin kpoints
  64
  0.00000000  0.00000000  0.00000000
  0.00000000  0.00000000  0.25000000
  0.00000000  0.00000000  0.50000000
  0.00000000  0.00000000  0.75000000
  0.00000000  0.25000000  0.00000000
  0.00000000  0.25000000  0.25000000
  0.00000000  0.25000000  0.50000000
  ...
  ...
end kpoints

```

この通りに指定するため、PHASE の入力ファイルにおいては以下のように **k** 点サンプリングを “直接指定モード” を利用して指定しています。

```

accuracy{
  ksampling{
    method = directin
    kpoints{
      #tag kx ky kz denom weight
0      0    0    4    1
0      0    1    4    1
0      0    2    4    1
0      0    3    4    1
0      1    0    4    1
0      1    1    4    1
0      1    2    4    1
...
...
    }
  }
}

```

“method=directin”によってサンプルする **k** 点を直接指定することが可能です。kpoints テーブルにおいて、**kx, ky, kz, denom, weight** によって **k** 点を指定します。**k** 点の座標は(kx/denom, ky/denom, kz/denom), その重みが weight です。

Postprocessing ブロックでは、Wannier90 用の出力を行う設定が施されています。

```

postprocessing{

```

```
wannier{
  seedname = "gaas"
  sw_wannier90 = ON
  nb_wan90 = 8
}
```

Wannier90 用の出力は非並列計算で行う必要があるのですが、並列計算をしたい場合はひとまず `sw_wannier90` を `off` として計算を収束させたあとに `sw_wannier90` を `on` とし、継続計算で非並列の計算を行い、Wannier90 用の出力を行います。

PHASE を実行し、Wannier90 用のデータが得られたら、Wannier90 を `-pp` をつけずに行します。

```
% wannier90.x gaas
```

Wannier90 による計算が終了すると、`gaas_00001.xsf`, `gaas_00002.xsf`,... などのファイルが作成されますが、これは XCrysDen プログラム (<http://www.xcrysden.org/>) を利用して可視化することのできるワニエ関数データです。XCrysDen プログラムを利用すればワニエ関数を可視化することができますが、PHASE-Viewer によって可視化を行う場合は Gaussian cube 形式に変換する必要があります。この作業は、PHASE パッケージに含まれる `conv.py` という Python スクリプトを利用することによって実現することができます。図 5.8 に、本例題によって得られるワニエ関数を XCrysDen で可視化した図を示します。

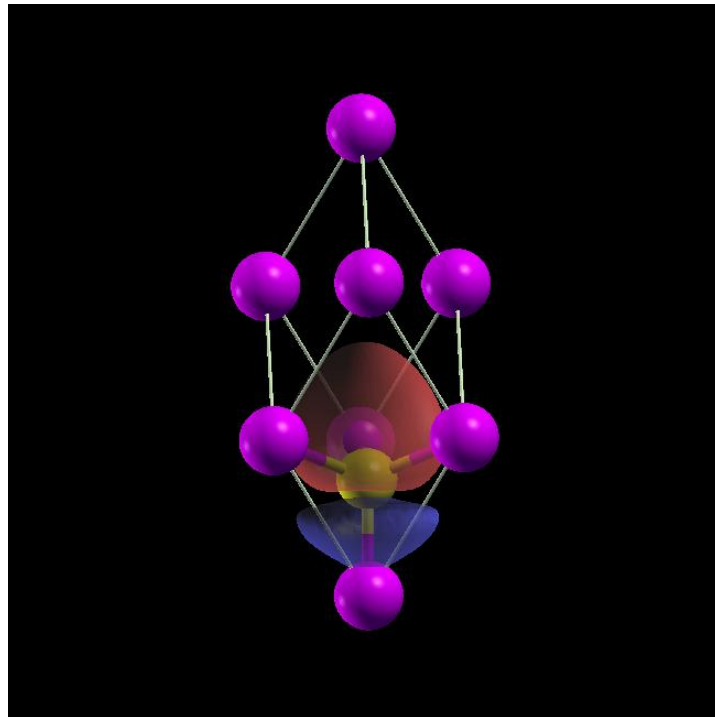


図 5.8 GaAs のワニエ関数

- ワニエ補間

Wannier90 には、計算したワニエ関数を基底にタイトバインディングハミルトニアンを構築する機能が備わっており、この機能を利用することによって通常の方法よりも少ない計算量でバンド構造やフェルミ面、等エネルギー面などの描画などを行うことが可能です。この作業は、`wan_interp` プログラムを利用して行います。この例では、GaAs の伝導体下端付近の等エネルギー面を描画する方法を紹介します。

等エネルギー面の描画に必要なデータを計算するためには、PHASE-Viewer の“逆空間ビューアー”を利用します。その方法は PHASE-Viewer ユーザーマニュアルを参照してください。“逆空間ビューアー”によって `kpoint.data` ファイルが作成されるので、このファイルと、ワニエ関数計算によって得られた `gaas.nkpw` ファイ

ル, `gaas_hr.dat` ファイルのほか, PHASE によって得られた `nfermi.data` ファイルを一つのディレクトリーにまとめ, そのディレクトリーにおいて `wan_interp` プログラムを実行します。

```
% wan_interp gaas
```

すると, ワニエ補間によって `kpoint.data` ファイルに記録された k 点の固有値データが計算され, `nfenergy.data` というファイルに記録されます。得られたファイルを, “逆空間ビューアー” によって `kpoint.data` ファイルを作成したディレクトリーにコピーします。以上の作業で等エネルギー面を描画するための準備は完了です。得られた伝導体下端付近の等エネルギー面を PHASE-Viewer で可視化した図を図 5.8 に示します。

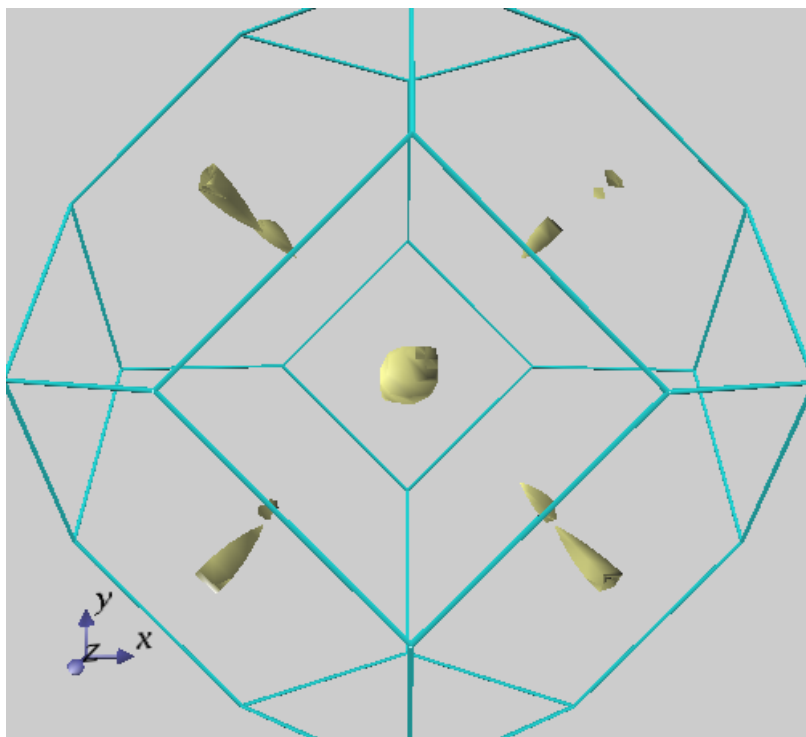


図 5.9 GaAs 結晶の伝導体下端の等エネルギー面

(5) 使用上の注意

- ワニエ関数出力は, 非並列計算で行う必要があります。並列計算を行う場合はひとまず `sw_wannier90` を `off` として計算を収束させたあとに `sw_wannier90` を `on` とし, 非並列の継続計算で Wannier90 用の出力を行ってください。
- 本機能で利用できる擬ポテンシャルは, ノルム保存型のみです。

5.1.5 STM 像解析

5.1.6 XPS 解析

5.1.6.1 機能の概要

X線光電子分光(X-ray Photoemission Spectroscopy, XPS)解析の擬ポテンシャル法による第一原理計算は、内殻正孔(Core Hole)を含む原子の擬ポテンシャルを用いて、内殻準位シフト(Core Level Shift, CLS)を計算します。

(1) 内殻準位シフト

内殻準位とは原子の深い電子準位のことであり、化学結合には寄与しないくらい原子に強く局在したものです。例えばシリコン原子の場合、14個の電子は $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^2$ のように5個の準位を占有しますが、この中で1s, 2s, 2pが内殻準位です。相対論的なシリコン原子の電子準位をCIAOでGGA計算すると

| Energy levels [All-electron] | | | | | |
|------------------------------|-----|----------------|------------------|----------|---------|
| Element ---> Si | | | | | |
| symm | j | Energy (Ha) | Energy (eV) | nocc | focc |
| 1s | 1/2 | -65.6258330748 | -1785.7697073691 | 2 | 2.00000 |
| 2s | 1/2 | -5.1250077353 | -139.4585506190 | 2 | 2.00000 |
| 2p | 1/2 | -3.5260321902 | -95.9482139488 | 2 | 2.00000 |
| 2p | 3/2 | -3.5022484901 | -95.3010265676 | 4 | 4.00000 |
| 3s | 1/2 | -0.3967820153 | -10.7969875601 | 2 | 2.00000 |
| 3p | 1/2 | -0.1503011244 | -4.0899015276 | 2 | 2.00000 |
| 3p | 3/2 | -0.1491437813 | -4.0584086215 | 4 | 0.00000 |
| Total number of electrons | | | | 14.00000 | |

となり、内殻準位は化学結合の目安である数eVより圧倒的に深いことがわかります。そのため内殻準位の波動関数は隣接した原子と重なりを持たず、エネルギー分散の無い離散準位を生じます。

シリコン原子の内殻準位を観測する手段として100~130 eVの軟X線領域の単色光を照射し、放出される光電子の運動エネルギーを測定する実験方法があります[1]。ちなみに、エネルギー可変の単色光は加速器のアンジュレータから放射されたシンクロトロン放射光を用います。上記のSi原子の電子準位を参考にすれば、この方法では2p準位から放出される光電子に着目していることがわかります。2p準位はスピン軌道相互作用のために $2p_{3/2}$ と $2p_{1/2}$ に0.64 eV程度分裂します。

光電子放出の理論からよく知られているように、照射光のエネルギーを $h\nu$ とすれば放出される光電子の運動エネルギー E_{kin} は

$$E_{kin} = h\nu - W - (E_F - E_c) \quad (1)$$

となります。ここで、 W は仕事関数、 E_F はFermi準位、 E_c は内殻準位です。一般に結晶表面では電子のしみ出しによる電気二重層が形成されるため、内殻電子の感じるポテンシャルは表面から外側になればなるほど浅くなります。そのため、内殻準位も表面では浅くなります。この関係を模式的に示したのが図5.10です。その他、化学結合にともない原子のポテンシャルが上下するので、内殻準位はこれに連動した効果も受ける。この2つの効果のため内殻エネルギー準位 E_c は原子により異なる値をとります。内殻準位シフトの実験では、表面から十分内部に入ったバルク位置の原子による内殻準位を基準にして表面付近の化学結合が異なる原子の内殻準位のエネルギーの差を測定することにより、表面付近の原子の化学結合状態や構造を推定します。

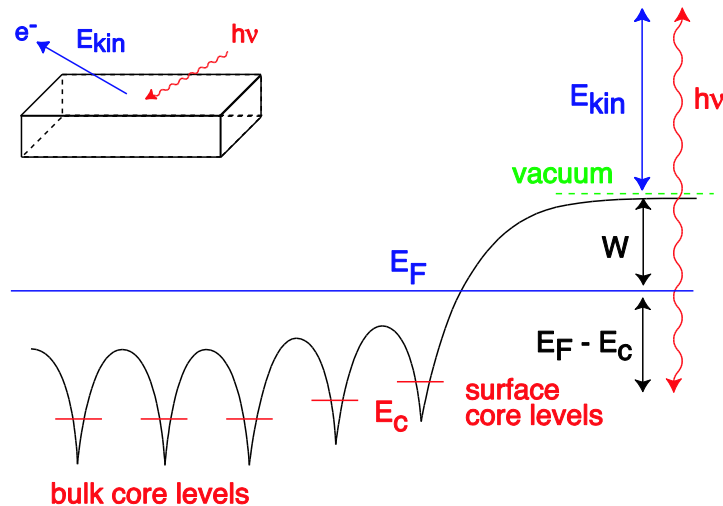


図 5.10 光電子放出過程のエネルギープロファイル：図の右側が結晶表面，左側がバルクである。Fermi 準位 E_F は一定であるのに対して，内殻準位 E_C は原子により異なり，表面付近ではバルクにくらべて内殻準位が浅くなる。

さて，内殻準位シフトを第一原理計算するためには，式(1)によれば 個々の原子の内殻準位 E_C を計算します。このエネルギー値 E_C は内殻電子も扱う全電子計算を行えば直ちに得られますが，価電子のみを扱う擬ポテンシャル法からは得られません。この理由から，擬ポテンシャル法では計算できないと思われていますが，この問題を見事に解決したのが Scheffler のグループ[2]です。Scheffler らは図 5.11 に示したように，始状態(initial state)と終状態(final state)の違いに着目しています。

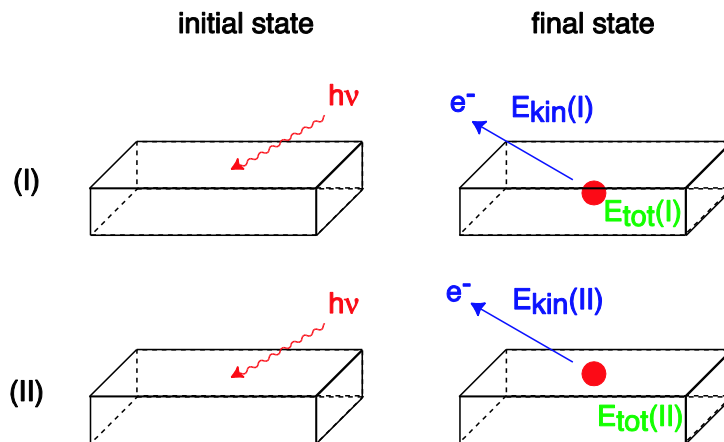


図 5.11 光電子放出過程の始状態と終状態：(I)はバルク位置の原子による光電子放出，(II)は表面付近の原子による光電子放出を表している。始状態(initial state)では，入射光($h\nu$)と結晶が存在するのみなので(I)と(II)は同じ状態である。終状態(final state)では，放出された光電子の運動エネルギー E_{kin} と内殻正孔(赤丸)1 個をもった結晶の全エネルギー E_{tot} は(I)と(II)で異なるが，和 $E_{kin} + E_{tot}$ は等しい。

図 5.11 では，光電子が放出される原子の位置が異なる 2 つの場合 を示しています。(I)は原子がバルク位置にある場合，(II)は原子が表面付近にある場合です。始状態では，考えている系には入射光($h\nu$)と結晶が存在するのみなので(I)と(II)は同じ状態です。一方，終状態では，系には放出された光電子(運動エネルギー E_{kin})と 内殻正孔(赤丸)が残された結晶(全エネルギー E_{tot})が存在します。内殻正孔とは，光電子が放出される前に占有していた内殻準位に残された電子のぬけがらです。(I)と(II)では E_{kin} と E_{tot} はそれぞれ異なるが，始状態が同一ということから，終状態の系の全エネルギーも同じ値にならなければならないという次の重要な関係式が導かれます。

$$E_{kin}(I) + E_{tot}(I) = E_{kin}(II) + E_{tot}(II) \quad (2)$$

内殻準位シフト ΔE_{kin} を次式で定義します。

$$\Delta E_{kin} \equiv E_{kin}(II) - E_{kin}(I) \quad (3)$$

ゆえに、式(2)を用いれば

$$\Delta E_{kin} \equiv E_{tot}(I) - E_{tot}(II) = -\Delta E_{tot} \quad (4)$$

が得られます。式(2)の右辺は擬ポテンシャル法でも計算することができます。Schefflerら[2]はこの考えに基づきSi(100)表面の表面内殻準位シフトを擬ポテンシャル法で計算し、Landemarkらの実験結果[1]を理論的に説明しています。内殻準位 E_c と結晶の全エネルギー E_{tot} との関係は、式(1)により

$$\Delta E_{kin} = \Delta E_c \quad (5)$$

が成り立つので、式(4)と比較して

$$\Delta E_c = -\Delta E_{tot} \quad (6)$$

が導かれます。

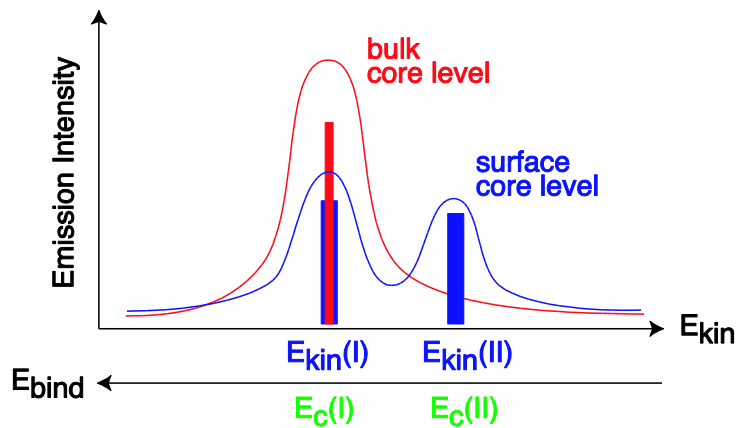


図 5.12 内殻光電子放出のスペクトル

実験的に得られる情報を模式的に表すと図 5.12 に示したようなスペクトルです。ここでは、電子間クーロン相互作用によるオージェ過程は考えません。横軸は光電子の運動エネルギー E_{kin} 、縦軸は光電子数(強度)です。また、横軸は内殻準位の結合エネルギー E_{bind} とみることもできて、この場合は左側ほど結合が強くなっています。結晶バルクからの光電子スペクトルは赤色で示したように $E_{kin}(I)$ に唯一のピークをもちます。これに対して、結晶表面付近からの光電子スペクトルは青色で示したようにいくつかのピーク $E_{kin}(II)$ に分かれます。各ピークの強度はそのピークに関係した原子数の比から定まります。電気二重層の効果のためピーク位置は通常右側にずれます。光電子は結晶内部の非弾性散乱でエネルギーを失うので、バルクのピークは結晶表面からせいぜい数 nm 程度の深さの原子によるものであることを注意してください。計算できるものは、バルク位置からピーク位置のずれと各ピークの相対的な強度です。

(2) 内殻正孔を含む原子の擬ポテンシャル

第一原理擬ポテンシャルバンド計算法では、内殻電子状態を凍結させ、価電子状態を自己無撞着に計算します。そのためバンド計算の段階では内殻に正孔を生じさせることができません。そのかわり内殻正孔を含む擬ポテンシャルを作成することは可能です。Schefflerら[21]は、光電子放出時に生成された内殻正孔はまわりの電子によりすみやかに遮蔽(screening)されるものと仮定しました。しかし、格子を变形させるだけの時間はないとしています。また、電子はドーピングされた不純物から無尽蔵に補給される、すなわちFermi面は不純物準位にピンニングされる、と考えて電氣的に中性が保たれているものとしています。これらの仮定により計算されたスペクトルは実験結果とよく一致しています。

以上の考え方に従えば、内殻正孔を含む原子の擬ポテンシャルを次のように作成します。例えば2p準位に内殻正孔を含むシリコン原子の場合、

1. 14 個の電子からなる $(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^2$ の電子配置の 中性シリコン原子において, $2p$ 準位の電子 1 個を $3p$ 準位に移動して $(1s)^2(2s)^2(2p)^5(3s)^2(3p)^3$ とした励起状態の中性シリコン原子を考える
2. その原子の全電子計算を自己無撞着におこなう
3. 価電子として $(3s)^2(3p)^3$ の 5 個の電子をはがしてイオン化する
4. このようにして, 内殻正孔を有し 5 価にイオン化したシリコン原子の擬ポテンシャルができる

とします。これは図 5.13 の 2 つの終状態(final state)のうち 右側の screened hole(遮蔽正孔)に対応します。

スカラー相対論での擬ポテンシャル計算では, 内殻準位のスピン軌道分裂は考慮せず 縮重度に対して重み平均をとったものを内殻準位とします。内殻準位のシフト量の計算では, この仮定により結果は変わりません。

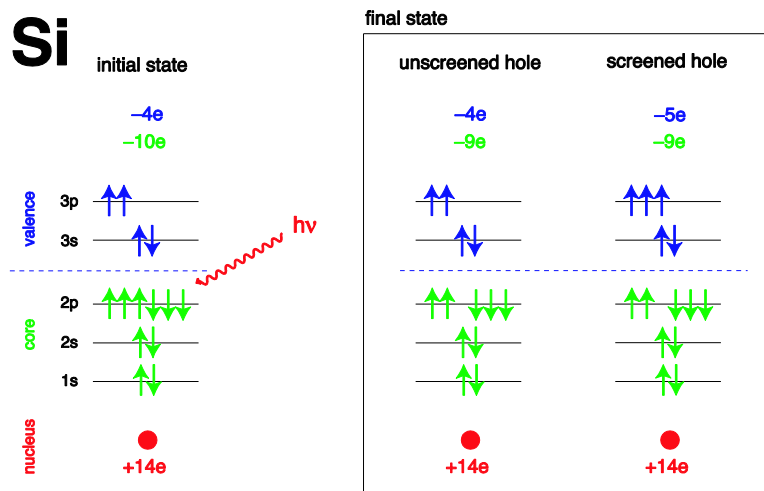


図 5.13 Si 原子の電子配置 : 左図は基底状態の電子配置, 右図は内殻正孔が生じた場合の終状態の電子配置である。

5.1.6.2 計算の実行方法

内殻正孔を含む原子の擬ポテンシャルを用いて内殻準位シフトをバンド計算します。

バンド計算は次のように行います。

1. シリコン表面の座標を作成し, 通常のシリコン擬ポテンシャルを用いて 各原子に力が働かなくなるまで十分に格子緩和させる
2. その座標を用いて, 原子 1 個を内殻正孔を含む擬ポテンシャルに置き換えて 全エネルギーを計算する
3. すべての原子に対して順番に置き換えて全エネルギーを計算する
4. バルク位置の原子を決めて, これを基準にして他の配置の全エネルギーの差をとり, 運動エネルギーのシフト量を計算する
5. 強度を含めたスペクトルとして表示する

5.1.6.3 計算例 : Si(100)表面

(1) Si(100)表面のモデル

まずはじめに, Si(100) $p(2 \times 2)$ 再構成表面のモデルを作成します。Si(100)表面はダングリングボンド数を減らすためダイマー構造をとり, それらのダイマーは列方向に交互に傾くこと(バックリング)で安定化することが知られています。この時, バックリングに連動してダイマーの低い方から高い方に電子が移動します。実験的には Si(100) $c(4 \times 2)$ 構造が安定となるが, 計算ではバックリングの性質が似通った $p(2 \times 2)$ 構造を扱います。

この方が計算量を減らせるからです。この仮定はSchefflerら[2]と同様です。

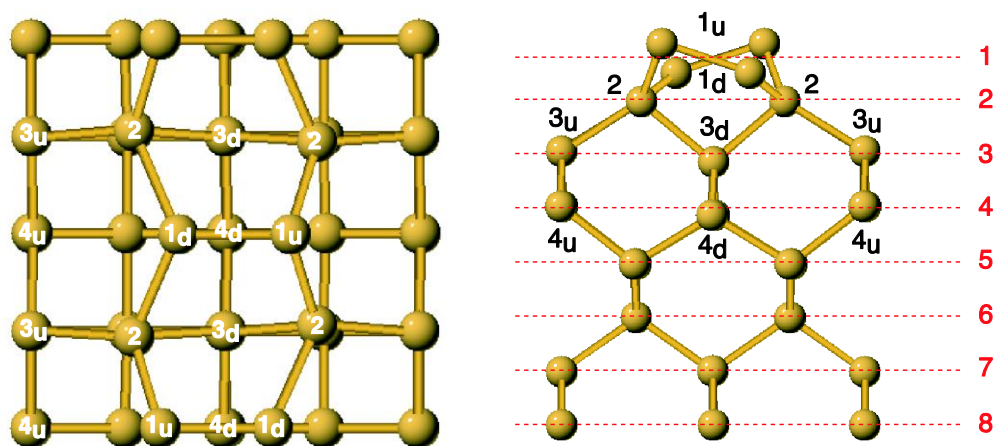


図 5.14 Si(100)表面のモデル：表面平行方向の周期は 2×2 (左図)、深さ方向は8層(右図)のモデルを採用する。8層めと9層目の中間に反転中心を考えているので、実際の計算では全部で16層64原子のスラブモデルとして扱う。単位胞の等価でない各原子に $1u$, $1d$, 2 , $3u$, $3d$, などのラベルをつける。

出発点の表面モデルは安定構造となっていなければならない、十分に格子緩和します。原子に働く力の最大値を 5×10^{-4} 程度以下に抑えるのに長時間を要しました。図 5.14 は格子緩和された後の安定構造を表示しています。計算条件は(原子単位)、擬ポテンシャル: `Si_ggapbe_nc_01.pp`, 交換相関ポテンシャル: `GGA-PBE`, カットオフエネルギー: $k_c(wf) = 3.5$, $k_c(chg) = 7.0$, ユニットセル: $a_1 = 14.6816015290$, $a_2 = 14.6816015290$, $a_3 = 60.0000000000$, k 点: $4 \times 4 \times 1$, です。その結果、緩和された座標と力は以下のようになります。

| | x | y | z | fx | fy | fz |
|----|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 11.654665468 | 7.340800747 | 19.731672033 | -0.000108 | 0.000000 | 0.000136 |
| 2 | 10.943522273 | 0.000000002 | 18.308554343 | -0.000156 | 0.000000 | -0.000260 |
| 3 | 7.408260709 | 7.340800738 | 18.308043049 | 0.000156 | 0.000000 | -0.000288 |
| 4 | 6.696493833 | -0.000000008 | 19.730653256 | 0.000095 | 0.000000 | 0.000136 |
| 5 | 12.644826676 | 10.798805752 | 16.929970763 | -0.000186 | -0.000125 | -0.000051 |
| 6 | 12.644826664 | 3.882795799 | 16.929970692 | -0.000187 | 0.000125 | -0.000052 |
| 7 | 5.707073513 | 11.223532172 | 16.928492210 | 0.000184 | 0.000135 | -0.000066 |
| 8 | 5.707073576 | 3.458069376 | 16.928492250 | 0.000184 | -0.000135 | -0.000066 |
| 9 | 9.176755229 | 11.011875138 | 14.003484695 | 0.000002 | -0.000042 | -0.000291 |
| 10 | 9.176755074 | 3.669726457 | 14.003484706 | 0.000002 | 0.000042 | -0.000291 |
| 11 | 1.834472402 | 11.011012299 | 14.542706201 | -0.000005 | -0.000002 | 0.000195 |
| 12 | 1.834472400 | 3.670589245 | 14.542706195 | -0.000005 | 0.000002 | 0.000196 |
| 13 | 9.235196168 | 7.340800802 | 11.460786586 | 0.000018 | 0.000000 | -0.000178 |
| 14 | 9.118076207 | 0.000000001 | 11.459447663 | -0.000002 | 0.000000 | -0.000198 |
| 15 | 1.882358440 | 7.340800774 | 11.863174990 | 0.000085 | 0.000000 | 0.000607 |
| 16 | 1.785205792 | -0.000000009 | 11.863763387 | -0.000075 | 0.000000 | 0.000566 |
| 17 | 12.980433730 | 7.340800764 | 9.066215802 | 0.000364 | 0.000000 | -0.000060 |
| 18 | 12.895937822 | 0.000000005 | 9.076888750 | 0.000103 | 0.000000 | -0.000067 |
| 19 | 5.455961640 | 7.340800779 | 9.081857152 | -0.000145 | 0.000000 | -0.000096 |
| 20 | 5.370066620 | -0.000000012 | 9.069872950 | -0.000307 | 0.000000 | 0.000025 |
| 21 | 12.895952884 | 11.013570694 | 6.478028955 | 0.000077 | -0.000071 | 0.000099 |
| 22 | 12.895952919 | 3.668030852 | 6.478029019 | 0.000078 | 0.000071 | 0.000099 |
| 23 | 5.455699091 | 11.008682705 | 6.484530647 | -0.000072 | 0.000047 | 0.000112 |
| 24 | 5.455699061 | 3.672918843 | 6.484530696 | -0.000072 | -0.000047 | 0.000112 |
| 25 | 9.172291984 | 11.011379982 | 3.920759253 | -0.000013 | -0.000002 | 0.000122 |
| 26 | 9.172291976 | 3.670221565 | 3.920759374 | -0.000013 | 0.000002 | 0.000122 |
| 27 | 1.838705787 | 11.010982242 | 3.857185244 | 0.000014 | 0.000000 | -0.000054 |
| 28 | 1.838705789 | 3.670619311 | 3.857185195 | 0.000014 | 0.000000 | -0.000053 |
| 29 | 9.176000956 | 7.340800765 | 1.297682500 | -0.000017 | 0.000000 | 0.002104 |
| 30 | 9.176000956 | 0.0 | 1.297682500 | 0.000472 | 0.000000 | 0.002118 |
| 31 | 1.835200191 | 7.340800765 | 1.297682500 | -0.000774 | 0.000000 | -0.002772 |
| 32 | 1.835200191 | 0.0 | 1.297682500 | 0.000325 | 0.000000 | -0.002761 |

ここでは、反転対称を考慮して半分の 32 原子の結果を示しています。第 8 層の 4 個の原子(29 番~32 番)は結晶がつぶれないように固定したので力が発生しています。

(2) 表面内殻準位シフトの計算

次に、表面内殻準位シフト(Surface Core Level Shift, SCLS)の計算を行います。格子緩和された表面モデルの原子位置を固定したまま、シリコン原子を順に内殻正孔を含む擬ポテンシャルに置き換えて全エネルギーを計算します。

この結果を図 5.15 に示します。縦軸は光電子の運動エネルギー(単位は eV)のバルクからのずれです。この場合、バルクを 3_u 位置の原子にとっています。光電子は結晶内部で非弾性散乱されるので、あまり深い位置の原子からの光電子は実験的に観測されません。観測されるのは表面から数 nm といわれています。このため、バルクを 3_u 位置としたことは正当であると考えられます。その他、 3_u と 3_d の間にとる方法も考えられるが、図 5.14 を参考にすれば 3_u はダイマー列の外側、 3_d はダイマー列の内側にあるので 3_d からの放出強度は実験的には抑えられることが考えられるので、ここでは 3_u をバルクとしました。

図 5.15 によれば screened と unscreened の決定的な違いは第 1 層めの down のピーク位置です。両者のちがいは電子数が unscreened の方が screened より少ないことです。そのため unscreened では down 位置のシリコン原子が電子により遮蔽されません。screened では遮蔽されるので、このちがいのために down のピーク位置が異なると考えられます。

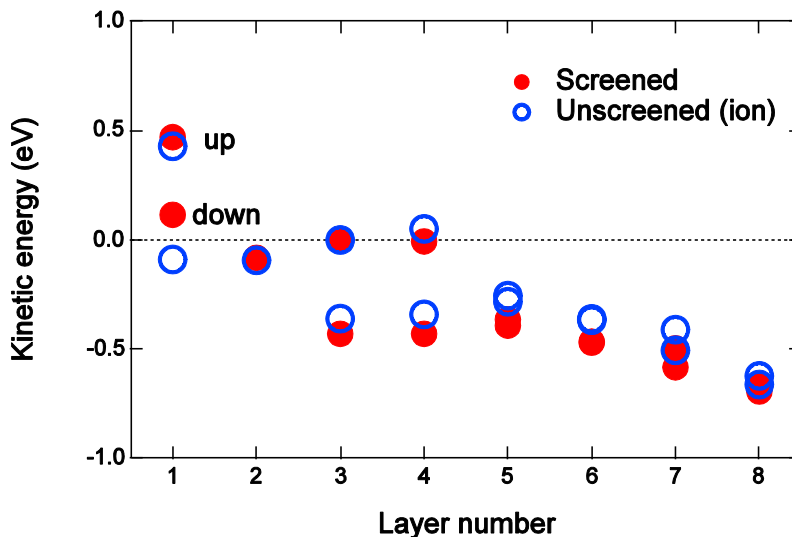


図 5.15 SCLS の運動エネルギー：それぞれ青丸は unscreened, 赤丸は screened の内殻正孔擬ポテンシャルを用いた結果である。赤丸は Scheffler と同じ方法である。縦軸は光電子の運動エネルギー(単位は eV)のバルクからのずれである。この場合、バルクを 3_u 位置の原子にとっている。

Scheffler らの論文[2]にある結果と比較するために、図 5.16 に表面から 3 層までの原子による SCLS を表示します。縦軸は強度であり、各強度は原子数の比をとっています。上から順に、unscreened, screened の各計算値、実験値を示しています。実験値は Landemark ら[1]によるものです。

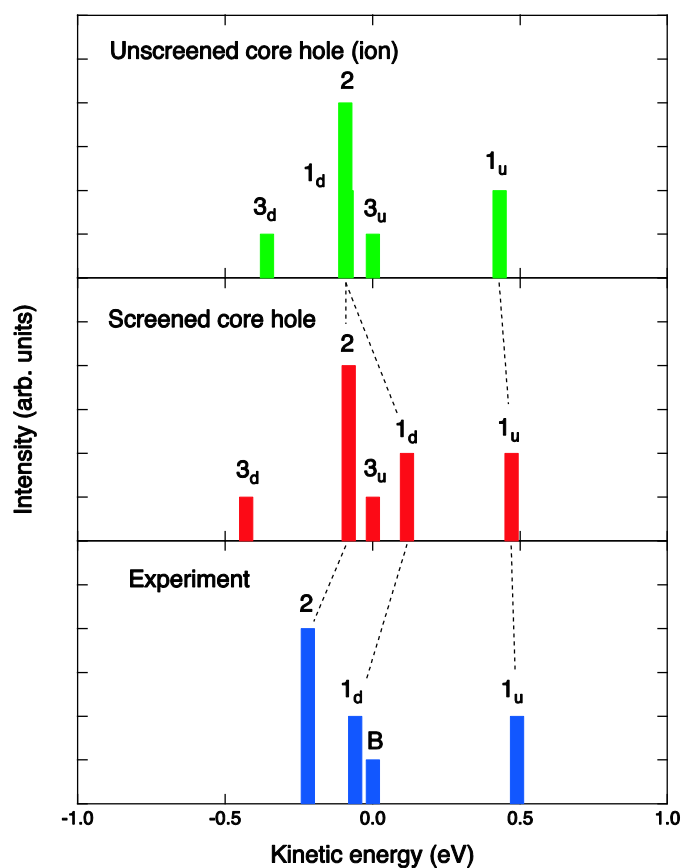


図 5.16 SCLS の強度：縦軸は SCLS の強度であり，各強度は原子数の比をとっている。上から順に，unscreened, screened の各計算値，実験値を表示した。実験値は Landemark ら[20]によるものである。実験に合うのは screened である。XPS 用の内殻正孔擬ポテンシャルは screened で作成しなければならない。

図 5.16 の計算結果は実験結果[1]をよく再現し，また，Scheffler らの論文の結果[2]に一致しています。実験に合うのは screened であることがわかります。このため，XPS 用の内殻正孔擬ポテンシャルは screened で作成しなければなりません。

5.1.6.4 参考文献

- [1] “Core-level spectroscopy of the clean Si(001) surface: Charge transfer within asymmetric dimers of the 2×1 and $c(4 \times 2)$ reconstructions”, E. Landemark, C.J. Karlsson, Y.-C. Chao, and R.I.G. Uhrberg, Phys. Rev. Lett. **69**, 1588 (1992).
- [2] “Evidence for site-sensitive screening of core holes at the Si and Ge (001) surface”, E. Pehlke and M. Scheffler, Phys. Rev. Lett. **71**, 2338 (1993).

5.1.7 仕事関数

5.1.7.1 機能の概要

PHASE を利用して、仕事関数を評価することが可能です。ここでは、仕事関数を計算する方法を説明します。第一原理計算の枠組み内における仕事関数とは、真空準位とフェルミエネルギーとの差です。真空準位は、表面の SCF 計算を実施し、表面から十分に離れた箇所での局所ポテンシャルを利用して算出することができます。

5.1.7.2 入力パラメータ

仕事関数を計算するためには、表面のモデルを準備する必要があります。対象としたい系の、対象としたい面方位をもつ表面モデルを用意します。さらに、入力データの `postprocessing` ブロックに `workfunc` ブロックを作成し、設定を行います。

```
postprocessing{
  workfunc{
    sw_workfunc = on
    sw_add_xc_to_vloc = off
  }
}
```

各変数は以下の意味をもちます。

`sw_workfunc` 仕事関数の計算に必要なデータを出力するためのスイッチです。出力させたい場合に `on` とします。

`sw_add_xc_to_vloc` 局所ポテンシャルを出力する際に、交換相関相互作用を含めるかどうかを指定します。表面から十分離れた場所においては交換相関相互作用は `0` になると考えられるので、局所ポテンシャルに含めなくても正しい仕事関数が得られることが期待できます。デフォルト値は `on` ですが、`off` にしておくことによってより少ない真空層で収束した仕事関数を得ることが可能です。

このような設定を行ったら、通常通り **PHASE** を実行します。計算が収束した後に、必要な局所ポテンシャルデータなどが出力されます。すでに収束した計算に対する継続計算として実行することも可能です。

5.1.7.3 計算の実行方法

計算が終了した段階では、局所ポテンシャルのデータが逆空間のデータとして保存されます。仕事関数を得るためには、逆空間のデータを実空間へ逆フーリエ変換し、表面内で平均を計算しその結果を出力する必要があります。このような処理を行うプログラムが `workfunc` です。このプログラムのソースコードは `src_workfunc` ディレクトリにあります。コンパイルするためには、**Fortran90** コンパイラが必要です。`workfunc` をコンパイルするには、たとえば以下のようなコマンドを実行します。

```
% cd src_workfunc
% export F90=ifort
% make
```

環境変数 `F90` に **Fortran90** コンパイラを指定します。環境変数 `F90` のデフォルト値は `gfortran` です。

以下のように利用します。

```
% workfunc -z ZAXIS
```

`ZAXIS` に、表面に垂直とみなす軸" を指定します。`a` 軸の場合 `1`, `b` 軸の場合 `2`, `c` 軸の場合は `3` を指定します。指定しない場合のデフォルト値は `3` です。

5.1.7.4 計算結果の出力

`workfunc` の処理が終了すると、`nfvlcr.cube` と `nfvlcr_av.data` の 2 種類のファイルが生成されます。`nfvlcr.cube` ファイルは、実空間の局所ポテンシャルデータを持つ **Gaussian Cube** 形式のデータファイルです。`nfvlcr_av.data` には表面に垂直な距離と面内で平均した局所ポテンシャルのデータが記録されています。以下のようなデータ形式となっています。

```
# Fermi energy (eV) -0.37838
# distance along the z-axis(Angstrom) averaged local potential (eV)
0.104167 -0.218799E+01
0.208333 -0.250195E+01
0.312500 -0.331223E+01
0.416667 -0.427665E+01
0.520833 -0.495695E+01
0.625000 -0.496651E+01
0.729167 -0.425552E+01
.....
.....
.....
```

ファイルの 1 行目にフェルミエネルギーが **eV** 単位で記録されています。3 行目以降が実際のデータです。1 列目に \AA 単位で表面に垂直な距離が、2 列目に対応する局所ポテンシャルの面内平均 **eV** 単位で記録されます。局所ポテンシャルは、表面からある程度離れた地点においてはほぼ一定値となります。この時の値とフェルミエネルギーとの差が仕事関数に相当します。

`nfvlcr_av.data` ファイルから局所ポテンシャルがフラットになる領域を推定し、フェルミエネルギーとの差を計算することによって仕事関数をもとめる Perl スクリプトが `workfunc.pl` です。以下のように利用します。

```
% workfunc.pl nfvlcr_av.data OPTIONS
```

実行すると、計算された仕事関数の値が標準出力に出力されます。また、`workfunc.eps` という、局所ポテンシャルと表面に垂直な距離の関係をグラフ化した **EPS** ファイルも作成されます。

5.1.7.5 計算例：アルミニウムの仕事関数

アルミニウムの仕事関数の計算例を紹介します。サンプルデータは、`samples/workfunc/Al` です。利用する系は、Al (111) 7 層の表面モデルです。表面に垂直な軸は *c* 軸とします。*c* 軸の長さは、 50\AA としました。アルミニウム(111) 面はほとんど再構成しないので、構造最適化は施しませんでした。原点を中心に、反転対称性が存在するようにモデルを作成しました。また、交換相関相互作用は局所ポテンシャルに含めない設定で計算を行いました。アルミニウムの表面モデルは図 5.17 に示します。

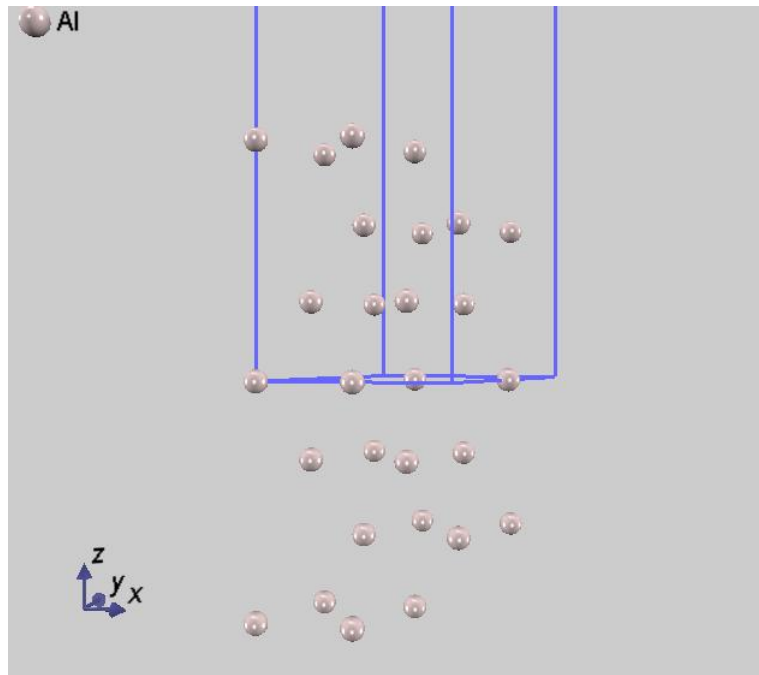


図 5.17 Al(111)面 7層モデル

PHASE による SCF 計算が終了したのちに `workfunc` プログラムによって `nfvlcr av.data` ファイルを作成し、さらに `workfunc.pl` スクリプトを利用して得られた局所ポテンシャルと表面に垂直な距離の関係を図 5.18 に示します。仕事関数は、4.05 eV と計算されました。この値は実測値である 4.08 eV と近い結果となっています。

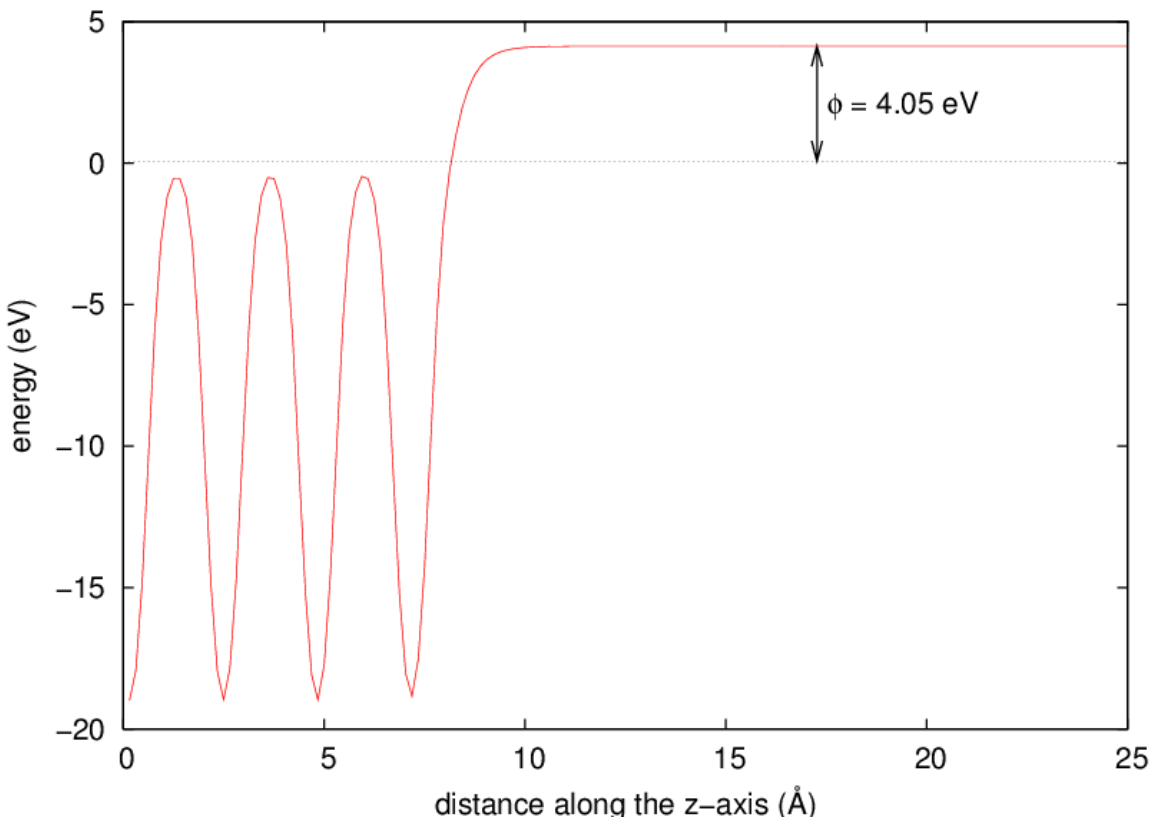


図 5.18 表面に垂直な距離と局所ポテンシャルの関係

5.1.8 陽電子寿命解析

5.1.8.1 機能の概要

電子の反粒子である陽電子は、電子と同じ質量を持ち、正の電荷を持ちます。陽電子は電子と対消滅し、 γ 線を放出します。この陽電子消滅の現象を利用して、結晶の品質や、欠陥の研究が可能です。ここで、陽電子消滅実験から有用な情報を引き出すのに、第一原理計算に基づいて陽電子寿命を予測し、実験結果と比較することが重要です。PHASEには、完全結晶における陽電子寿命を予測する機能があります。

陽電子寿命解析、以下の手順で計算を行います。

| | |
|-----|---|
| (A) | <p>はじめに通常の電子状態計算（バンド計算）を実行します。PHASEには、擬ポテンシャル・平面波法が実装されているので、この手法に基づいて計算を行います。バンド計算により、価電子の電荷密度ρ_vが得られます。全電子の電荷密度は次式で与えられます。</p> $\rho_e = \rho_v + \rho_c$ <p>ここで、ρ_cは、コア電子の電荷密度です。CIAOで作成し公開されている擬ポテンシャルのデータファイルには、自由な原子におけるコア電子の電荷密度の情報が含まれています。このデータを読み込み(1)式を評価します。</p> |
| (B) | <p>陽電子波動関数ψ_+は次式で与えられます（原子単位）。</p> $\left[-\frac{1}{2}\Delta - \int d\vec{r}' \frac{\rho_e(\vec{r}') - \rho_n(\vec{r}')}{ \vec{r} - \vec{r}' } + \mu_c(\rho(\vec{r})) \right] \psi_+(\vec{r}) = \varepsilon \psi_+(cr)$ <p>ここで、μ_cは、電子・陽電子相関に由来するポテンシャルエネルギーであり、ρ_nは、原子核の点電荷を表します。いま、陽電子は固体中に1個しかないと仮定するので、最も安定な固有状態のみを求めればよいことになります。したがって、陽電子の固有状態はブリルアンゾーン中のΓ点に属します。この波動関数を平面波によって展開します。</p> $\psi_+ = \sum_{\vec{G}} C_{\vec{G}} \exp(i\vec{G} \cdot \vec{r})$ <p>ここで、逆格子周期ベクトル\vec{G}の和を有限に抑えるため、平面波の運動エネルギーの上限を設定します。</p> |
| (C) | <p>陽電子密度を求めます。</p> $\rho_p(\vec{r}) = \psi_+ ^2$ |
| (D) | <p>電子及び陽電子の電荷密度を用いて、下記の式を評価し、陽電子寿命を計算します。</p> $\frac{1}{\tau} = \pi r_e^2 c \int d r \rho_e(r) \rho_p(r) \Gamma(\rho_e)$ <p>ここで、r_eは、電子の古典半径、cは光速を表します。Γは、増大因子であり、電子・陽電子間の相関に由来するものです。PHASEでは、上式の評価において、下記の近似を用いています。</p> $\rho_e \Gamma(\rho_e) \cong \rho_v \Gamma(\rho_v) + \rho_c \Gamma(\rho_c)$ <p>この近似が成り立つためには、価電子とコア電子の分布の重なりが小さいことが条件となります。</p> |

本計算では、電子・陽電子間の相関に対して、局所密度近似を用いています。すなわち、相関ポテンシャルと増大因子は、均一な電子ガス中に陽電子が1個ある場合に計算された結果をもとに、電子密度の関数として与えられます。増大因子に関しては、次式が提案されています[Puska95]。

$$\Gamma = 1 + 1.23r_s + 0.9889r_s^{3/2} - 1.482r_s^2 + 0.3956r_s^{5/2} + r_s^3/6$$

ここで、 $\frac{4\pi}{3}r_s^3 = 1/\rho_e$ です。また、ギャップのある系、すなわち誘電体においては、金属よりも電子のスクリーニング効果が小さいため、次の補正を行う事を推奨します[Puska91],[Nakamoto07]。

$$\Gamma = 1 + 1.23r_s + 0.9889r_s^{3/2} - 1.482r_s^2 + 0.3956r_s^{5/2} + (1 - 1/\varepsilon_{ele})r_s^3/6$$

ここで、 ε_{ele} は電子系誘電率です。その値が実験により測定されていない場合には、UVSORにより、密度汎関数理論に基づいて評価することができます。計算手法の詳細については、文献[Nakamoto07]を参照ください。

5.1.8.2 入力パラメータ

Si 結晶中における陽電子寿命の計算を例とします。計算例題は、`sample/positron/Si` です。

Si 結晶中における陽電寿命計算の入力パラメータファイルにおいて、陽電子計算に関する部分のみを説明します。

(1) Control タグで陽電子寿命計算を有効に設定

```
Control{
  positron = BULK
}
```

Control タグ中に `positron=BULK` と宣言すると、通常の電子状態計算(バンド計算)を行った後に、陽電子寿命計算を行います。

(2) accuracy タグで陽電子寿命計算のオプションを指定

```
accuracy{
  cutoff_pwf = 50.00 rydberg
  positron_convergence{
    num_extra_bands = 8
    delta_eigenvalue = 1.d-8 rydberg
    succession = 6
    num_max_iteration = 32000
    dtim = 0.01
    epsilon_ele = 12}
}
```

| | |
|---|---|
| <code>cutoff_pwf = 50.00 rydberg</code> | これは、陽電子の波動関数を展開する際の[(3)式参照]カットオフエネルギーです。 |
| <code>positron_convergence {}</code> | このタグの中で、陽電子波動関数を反復計算によって求める、すなわち(2)式を解く、際に、どのように収束解を得ようとするのか、その指定を行います。 |
| <code>num_extra_bands = 8</code> | 陽電子の固有状態は、基底状態 1 個のみを計算すれば充分です。しかし、反復計算で収束解を得るには、それ以外に、基底状態よりもエネルギーの高い状態の波動関数も計算する必要があり、その個数を指定します。なお、求める波動関数は全てブリルアンゾーン中の Γ 点に属します。 |
| <code>delta_eigenvalue = 1.d-8 rydberg</code> | 5.の説明参照 |
| <code>succession = 6</code> | 反復計算において、前回と今回の物理量 (7.参照) が 4. で与えられた範囲内で一致し、5. で指定された回数だけ連続して、この条件を満たせば、計算は収束したとみなします。 |
| <code>num_max_iteration = 32000</code> | 計算は、この数繰り返すと、収束していなくても終了します。 |
| <code>dtim = 0.01</code> | 繰り返し計算において、次の波動関数をどれだけ大きく変化させるかの尺度であり、 <code>dtim</code> が大きいほど収束が早くなります。しかし、あまり大きいと収束解が得られなくなり、この値が小さいほど、安定に収束解が得られますが、小さくするほど収束が遅くなります。したがって、この値は計算する系により、ユーザーが最適な値を探すことを推奨します。 |
| <code>epsilon_ele = 12</code> | <code>epsilon_ele</code> は、ギャップのある系に対して、LDA の電子系誘電率補正を行う際に用いる tag です。=の後には、誘電率 (Si の場合 12) を用います。もし、誘電率の補正を行わないのであれば (たとえば、金属の計算を行う場合)、8. の行は削除します。 |

5.1.8.3 計算結果の出力

陽電子寿命予測計算を行うと、output000 ファイルと 3 個の cube file が出力されます。

(1) ログ出力ファイル output000

このファイルの最初の部分は、Si の電子バンドの計算に関するものです。電子のバンド計算が終わり、電子の電荷密度が得られた後、陽電子の計算が行われます。

出力における“--- initial positron energy eigen values ---”からが陽電子計算に関するものです。繰り返し計算により、陽電子の波動関数が決定されます。下記の出力は、繰り返し計算のはじめにおいて、固有値が、14.6379(eV)であることを示しています。extra bands はそれよりもエネルギーの高い固有値(14.9628460558-15.0292289699)を表します。繰り返し計算の 2 回目では、固有値が、0.0021898139(eV) となっています。

```
--- initial positron energy eigen values ---
=== positron eigen values ===
  14.6378982055
-- extra_bands --
  14.9628460558    14.6842242625    14.9879179620    15.2755174303
  14.8070539395    14.6061318397    14.8086346971    15.0292289699

=== positron eigen values ===
  0.0021898139
-- extra_bands --
  0.0892687578    0.1056325893    0.2037689630    0.2140559068
  0.3115605599    0.3359746459    0.3540270556    0.4738130045
```

ファイルの下の方には、次のような出力があります。

```
*****
positron lifetime(ps)  220.184723312044
core rate  3.79328791767622    %
*****
```

これは、陽電子の固有値を求める計算が収束し、陽電子の寿命が 220ps と計算されたことを示しています。core rate は、全消滅速度に対するコア電子の消滅速度の割合を示します。

(2) Cube ファイル

計算が終了すると、電子の電荷分布、陽電子の電荷分布、電子・陽電子ペアの分布が、ファイル electron.cube、positron.cube、ep_pair.cube に出力されます。これらのファイルは Gaussian cube 形式であり、可視化できます。図 5.19 に Si 結晶における計算結果を示します。価電子は主として、結合領域に存在し、陽電子は、隙間領域に存在することが分かります。陽電子の波動関数が広がり運動エネルギーが低下した方がエネルギー的に有利であることから、一般に陽電子は隙間領域に存在する傾向があります。電子・陽電子対分布を図 5.19 (c)に示します。この分布が高いところで、陽電子が大きな確率で消滅することになります。

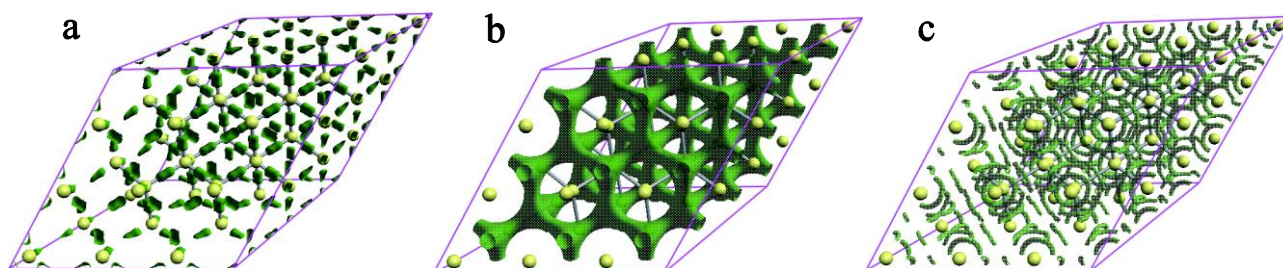


図 5.19 Si 結晶中の価電子分布(a)、陽電子分布(b)、電子・陽電子対分布(c)

5.1.8.4 使用上の注意

陽電子寿命の計算における注意点です。

- 擬ポテンシャルの選択

元素によっては、セミコア状態を持つものがあります。ここで、セミコア状態とは、コア電子の内、軌道が空間的に広がり、コア電子の分布と価電子の分布との重なりが無視できない場合のことです。この場合、セミコア電子を価電子として取り扱い、擬ポテンシャルを作成することが望まれます。公開されている擬ポテンシャルには、元素によっては、このようにして作成されたものがあり、その際はこれを利用することを推奨します。もし、そのような擬ポテンシャルが作成されていなければ、CIAO を用いて作成することもできます。

- カットオフエネルギーの選択

Si 結晶のバンド計算において、電子波動関数、電荷密度、陽電子波動関数に対するカットオフエネルギーを以下のように指定します。

```
accuracy{
  cutoff_wf = 50.00 rydberg ! cke_wf
  cutoff_cd = 200.00 rydberg ! cke_cd
  cutoff_pwf = 50.00 rydberg
```

これらの値を変化させて、計算された寿命が十分収束していることを確かめる必要があります。

- 出力

陽電子の波動関数は、電子の波動関数と同様、繰り返し計算によって求められます。各繰り返しにおいて output000 ファイルには、次のような出力があります（ここでは、繰り返しの最後における出力を表示しています）。

```
=== positron eigen values ===
-0.5674635596
-- extra_bands --
-0.0490686179    -0.0460091253    -0.0446118499    -0.0275856742
-0.0102856694    0.0069403602    0.0274419414    0.2284487012
lifetime:      220.180365487100    220.179503204077
```

ここで、計算終了近くで、陽電子の固有値 (positron eigen value) が十分収束していることを確かめます。サンプルでの出力 (output000) では、

```
-0.5674635596
-0.5674635638
```

などとなっており、十分収束していることが分かります。また、上記の出力で 220.180365487100 220.179503204077 といった数値がありますが、これは、繰り返し計算において、前回計算された、寿命と今回計算された寿命を示しており、繰り返し計算により、寿命の値が収束に近づいている事を示唆しています。

通常の電子のバンド計算が十分収束しており、かつ使用上の注意の事項を確認できれば、計算は十分考慮されたものであると考えてよいでしょう。

5.1.8.5 参考文献

- [1] M. J. Puska, A. P. Seitsonen, and R. M. Nieminen, "Electron-positron Car-Parrinello Methods: Self-consistent Treatment of Charge Densities and Ionic Relaxations", *Phys. Rev. B* **52** (1995) p. 10947.
- [2] M. J. Puska, "Ab-initio Calculations of Positron Annihilation Rates in Solids", *J. Phys. Condens. Matter* **3** (1991) p. 3455.
- [3] A. Nakamoto, M. Saito, T. Yamasaki, M. Okamoto, T. Hamada, and T. Ohno, "Two-Component Density Functional Calculations on Positron Lifetimes for Band-Gap Crystals", *Jpn. J. Appl. Phys.* **47** (2008) p. 2213.

5.2 原子ダイナミクス

5.2.1 振動解析

5.2.1.1 機能の概要

PHASE には格子振動の規準モードを計算する振動解析機能があります。まず、原子を平衡位置からわずかに変位させて力計算を行います。その力から力定数行列を計算し、それから動力学行列を計算します。動力学行列の固有値問題を解くことにより、規準振動の振動数と固有ベクトルを計算します。

i 番目の原子の安定位置から変位を \mathbf{u}_i とします。変位が微小で二次以上の項が無視できるとき、格子系の運動方程式は

$$m_i \ddot{u}_{i\alpha} = - \sum_{j\beta} \Phi_{i\alpha,j\beta} u_{j\beta}$$

と書けます。 $\Phi_{i\alpha,j\beta}$ は力の定数で、原子変位に関する系のエネルギー $E(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots)$ の二階微分として定義されています。

$$\Phi_{i\alpha,j\beta} = \frac{\partial^2 E}{\partial u_{i\alpha} \partial u_{j\beta}}$$

力の定数はヘルマン-フラインマン力を原子変位で微分することにより、求めることができます。

$$\Phi_{i\alpha,j\beta} = - \frac{\partial F_{i\alpha}}{\partial u_{j\beta}}$$

本プログラムでは、この微分は中央差分近似で行われます。変位パラメータを a とすると

$$\frac{\partial F_{i\alpha}}{\partial u_{j\beta}} = \frac{F_{i\alpha}|_{u_{j\beta}=a} - F_{i\alpha}|_{u_{j\beta}=-a}}{2a}$$

と書けます。力の定数には結晶の対称性による制約があり、これを満たすように力の定数を補正する必要があります。第一に、 i, j 原子が空間群の対称操作 $\{R|\mathbf{T}\}$ で i', j' 原子に移るとき、力定数テンソル Φ_{ij} は力定数テンソル $\Phi_{i'j'}$ を回転行列 R で回転させたものに等しいです。つまり、

$$R\mathbf{r}_i + \mathbf{T} = \mathbf{r}_{i'}$$

$$R\mathbf{r}_j + \mathbf{T} = \mathbf{r}_{j'}$$

ならば、

$$\Phi_{ij} = R^T \Phi_{i'j'} R$$

でなければなりません。第二に、力定数テンソル Φ_{ij} の成分 $\alpha\beta$ を原子の番号 j すべてにわたり足し合わせると、ゼロになります。つまり、

$$\sum_j \Phi_{i\alpha,j\beta} = 0$$

です。第三に、力定数行列は対称でなければなりません。つまり、

$$\Phi_{i\alpha,j\beta} = \Phi_{j\beta,i\alpha}$$

です。換算変位 $w_{i\alpha} = u_{i\alpha} \sqrt{m_i}$ と 動力学行列 $D_{i\alpha,j\beta} = \Phi_{i\alpha,j\beta} / \sqrt{m_i m_j}$ を用いて、格子系の運動方程式(10)を

$$\ddot{w}_{i\alpha} = - \sum_{j\beta} D_{i\alpha,j\beta} w_{j\beta}$$

と書き換えます。この方程式を解くために、 $w_{i\alpha} = Q \xi_{i\alpha} e^{i\omega t + \delta}$ という解を仮定します。

$$\omega^2 \xi_{i\alpha} = \sum_{j\beta} D_{i\alpha,j\beta} \xi_{j\beta}$$

これは固有値が ω^2 で、固有ベクトルが $\xi_{i\alpha}$ となる、行列 $D_{i\alpha,j\beta}$ の固有値問題です。振動解析機能ではこの固有値問題を解き、格子振動の規準モードを求めます。

5.2.1.2 入力パラメータ

振動解析を行うには、まず原子が平衡位置にあることが必要です。平衡状態にないと動力学行列の固有値が負になり、振動数が純虚数のソフトモードが現れます。平衡位置の原子座標は、構造最適化機能を用いて計算します。構造最適化計算が終了したら、`nfdynm.data` の最後に記述されている最適構造での入力パラメータファイルを作成します。

振動解析の設定は、Phonon ブロックで指定します。

```
Phonon{
  sw_phonon = on
  sw_calc_force = on
  sw_vibrational_modes = on
  displacement = 0.05
}
```

振動解析の入力変数を以下に示します。

振動解析に関する変数の説明

| 変数名またはタグ名 | デフォルト値 | 説明 |
|-----------------------------------|--------|--|
| <code>sw_phonon</code> | OFF | 格子振動解析設定ブロックを有効にするかどうかのスイッチです。 |
| <code>sw_calc_force</code> | OFF | 振動解析のための力計算を行うかどうかのスイッチです。 ON : 格子振動解析のための力計算を行います。(計算した力は <code>force.data</code> に出力されます。) OFF : <code>sw_vibrational_modes=ON</code> ならファイル "F_FORCE" から力のデータを読み込みます。 |
| <code>displacement</code> | 0.1 | 原子変位パラメーター。 |
| <code>sw_vibrational_modes</code> | OFF | 格子振動解析を行うかどうかのスイッチです。 ON : 格子振動解析が行われ、 <code>mode.data</code> ファイルに結果が出力されます。 OFF : 格子振動解析は行われません。 |
| <code>norder</code> | 1 | 差分次数を変更するパラメーターです。 |
| <code>sw_polynomial_fit</code> | OFF | ON : 多項式フィットで力の微分を求めます。 OFF : 差分で力の微分を求めます。 |

- 原子座標と対称性の入力

原子座標は反転対称があってもすべて入力する必要があります。そのため、`sw_inversion` は OFF に設定します。

振動モードの分類と入力座標の対称性チェックに系の空間群を使用するので、結晶構造またはその空間群を `symmetry` ブロックで正しく指定します。

- 元素の質量の指定

元素の質量は `element_list` ブロックの変数 `mass` で指定する。原子単位(a.u.)ではなく、原子質量単位(amu)で入力するには、`#units atomic_mass` を`#tag` 行の上に挿入する。

- 原子変位の選択

原子変位は `Phonon` ブロックの `displacement` で設定します。通常、原子変位は 0.1 a.u.以下にとると良いです。振動数の原子変位依存性を調べて、希望する振動数の収束が得られる原子変位に設定します。`norder` を 2 に設定することで、差分の次数を 3 から 5 に換えることができます。`displacement` で設定した値を `u` とすれば、原子変位は `-u,-u/2,u/2,u` になります。`sw_polynomial_fit` を ON にして多項式フィットにすれば、`norder` を 2 より大きく設定できます。そのときの原子変位は `-u/norder,-u/(norder-1),...,u/(norder-1),u/norder` です。`norder` を大きくすると微分精度はよくなりますが、力計算の回数が増えるので、計算時間は `norder` が 1 の場合の `2*norder` 倍になるので注意してください。

5.2.1.3 計算結果の出力

振動解析結果は、振動解析結果ファイル `mode.data`、力のデータ `force.data` に出力されます。

`mode.data` には振動解析の結果が記述されます。まず最初に基本並進ベクトル $\mathbf{a}_i = (a_{ix}, a_{iy}, a_{iz})$ が次の形式で記述されます。

```
--- primitive lattice vectors ---
a_1x a_1y a_1z
a_2x a_2y a_2z
a_3x a_3y a_3z
```

次に原子の数 `natm` と各原子の座標 (x_i, y_i, z_i) と質量 m_i とラベル `name(i)` が次の形式記述されます。

```
--- Equilibrium position and mass of each atom---
Natom = natm
do i=1,natm
  i x(i) y(i) z(i) m(i) name(i)
end do
```

次に振動解析の結果が次の形式で記述されます。

```
--- Vibrational modes ---
Nmode= nmode  Natom= natm
do m = 1,nmode
  n=  m  representation(m)  acvtive(m)
  hbarW= omega_ha(m)  Ha = omega_ev(m)  eV; nu= omega_nu(m)  cm^-1
  do i=1,natm
    i  vec(m,i,1)  vec(m,i,2)  vec(m,i,3)
  end do
end do
```

`representation` は既約表現の配列です。`active(m)` はラマン活性なモードであれば `R` になり、赤外活性なモードであれば `IR` となります。両活性であれば、`IR&R` となります。サイレントモードの場合には何も表示されません。`vec` は固有ベクトルの配列で、`omega_ha` は Hartree 単位での振動数で、`omega_ev` は電子ボルト単位での振動数で、`omega_nu` は波数です。

力データファイル `force.data` には力の定数を計算するための力のデータが記述されます。その力データは次の形

式で出力されます。

```
num_force_data, norder, sw_ploynomial_fit
do i = 1, num_force_data
  displaced_atom, displacement(1:3)
  do ia = 1, natm
    i, force_data(ia,1:3,i)
  end do
end do
```

`num_force_data` は力を計算する原子配置の数で, `displaced_atom` は変位した原子の番号で, 配列 `displacement` が原子の変位ベクトル(u_x, u_y, u_z)です。 `norder` は入力で指定した `norder` の値が記述されます。`sw_ploynomial_fit` は入力の `sw_ploynomial_fit` が ON のときに, ON を表す 1 が記述されます。OFF の場合には, 0 が記述されます。

`sw_calc_force` を OFF に設定することで, 出力された力を読み込み, 振動解析をやり直すことができます。元素の質量を変更することは問題ありませんが, 力計算に関連する変数は変更してはなりません。

5.2.1.4 計算例 : 水分子の振動解析

(1) 構造最適化

振動解析を行うには原子が平衡状態になければなりませんので, 振動解析を行うときと同じ条件で構造最適化を行います。平衡状態にないと動力学行列の固有値が負になり, 振動数が純虚数のソフトモードが現れます。水分子の構造最適化の入力例を以下に示します。

```
control{
  condition = initial
  cpumax = 1 day ! maximum cpu time
  max_iteration = 6000
}

accuracy{
  cutoff_wf = 25.00 rydberg
  cutoff_cd = 225.00 rydberg
  num_bands = 8
  xctype = ggapbe
  initial_wavefunctions = matrix_diagon
  matrix_diagon {
    cutoff_wf = 5.0 rydberg
  }
  ksampling{
    method = gamma
  }
  scf_convergence{
    delta_total_energy = 1.e-10
    succession = 3
    num_max_iteration = 300
  }
  force_convergence{
    delta_force = 1.e-4
  }
  initial_charge_density = Gauss
}

structure{
  unit_cell_type = primitive
```

```

unit_cell{
  a_vector = 15.0          0.0          0.0
  b_vector =  0.0          15.0          0.0
  c_vector =  0.0          0.0          15.0
}
symmetry{
  tspace{
    lattice_system = primitive
    generators{
      #tag rotation tx ty tz
      C2z      0 0 0
      IC2x     0 0 0
    }
  }
  sw_inversion = off
}

magnetic_state = para

atom_list{
  coordinate_system = cartesian
  atoms{
    !#default mobile=on
    !#tag rx          ry          rz          element
    -1.45           0.000       1.123       H
    1.45            0.000       1.123       H
    0.0             0.0         0.0         O
  }
}
element_list{ #units atomic_mass
  #tag element  atomicnumber zeta dev
  H            1          1.00 0.5
  O            8          0.17 1.0  }
}

wf_solver{
  solvers {
    !#tag sol      till_n dts dte itr  var      prec cmix submat
    msd          5      0.1 0.1  1    tanh on   1    on
    lm+msd      10     0.1 0.4  50   tanh on   1    on
    rmm2p       -1     0.4 0.4  1    tanh on   2    on
  }
  rmm {
    edelta_change_to_rmm = 1.d-6
  }
  lineminimization {
    dt_lower_critical = 0.1
    dt_upper_critical = 3.0
  }
}

charge_mixing{
  mixing_methods {
    !#tag id method  rmxs rmxe itr var      prec istr nbxmix update
    1  broyden2  0.3  0.3  1  linear on   5   10  RENEW
    2  simple    0.2  0.5  100 linear on   *   *   *
  }
}

```

```
structure_evolution{
  method = cg
}
```

file_names.data には element_list と同じ順番でポテンシャルファイル H_ggapbe_nc_01.pp と O_ggapbe_us_02.pp を指定します。この入力を使用して得た水分子の構造を図 5.20 に示します。

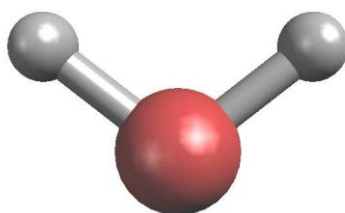


図 5.20 水分子の構造

(2) 振動解析

構造最適化後に振動解析を行うには、入力の原子座標を最適化した座標に換えて、Phonon ブロックを加え、振動解析の設定をします。最適化原子座標は構造最適化計算の出力ファイル nfdynm.data に記述されている最後のステップの原子座標です。

```
atom_list{
  coordinate_system = cartesian
  atoms{
    !#tag rx ry rz element
          -1.446816228 0.000 1.123327795 H
           1.446816228 0.000 1.123327795 H
           0.0 0.0 0.0 O
  }
}
```

振動解析の設定はたとえば以下のようにします。原子変位は 0.05 とします。

```
Phonon{
  sw_phonon = on
  sw_calc_force = on
  sw_vibrational_modes = on
  displacement = 0.05
}
```

PHASE を実行します。

```
% mpirun ../../../../bin/phase
```

PHASE を実行すると、振動解析結果のファイル mode.data が出力されます。

振動数レベル図はツール freq.pl を使用して作成します。分子の場合には以下のように -mol というオプションを

付けて `freq.pl` を実行します。

```
% freq.pl -mol mode.data
```

この例題の水分子の規準モードの振動数を図 5.21 に示します。

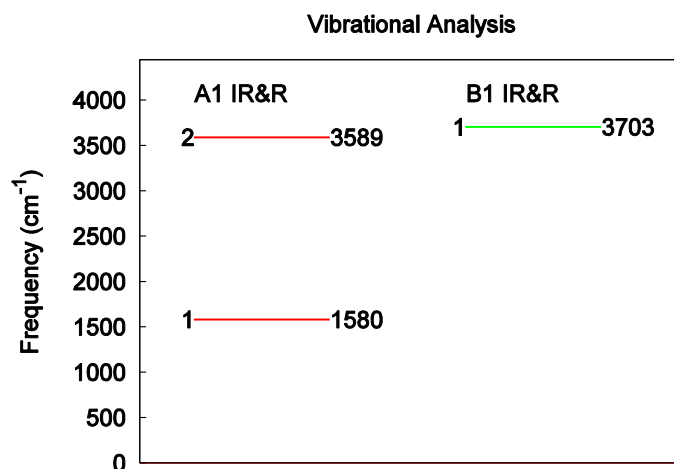


図 5.21 水分子の振動モードの振動数

規準振動の固有ベクトルの図を作成するための拡張 `trajectory` 形式のファイルは、ツール `animate.pl` で作成します。原点の移動を指定したファイル `control.inp` を用意します。`control.inp` は以下のように記述します。

```
origin 7.5 7.5 7.5
```

ツール `animate.pl` を以下のように実行します。

```
% animate.pl mode.data control.inp
```

規準振動の固有ベクトルの拡張 `trajectory` 形式のファイル `mode_*.tr2` が生成されます。

この例題の水分子の規準モードの固有ベクトルを図 5.22 に示します。生成された振動モードの拡張 `trajectory` 形式のファイル `mode_7.tr2,mode_8.tr2,mode_9.tr2` を可視化したものです。

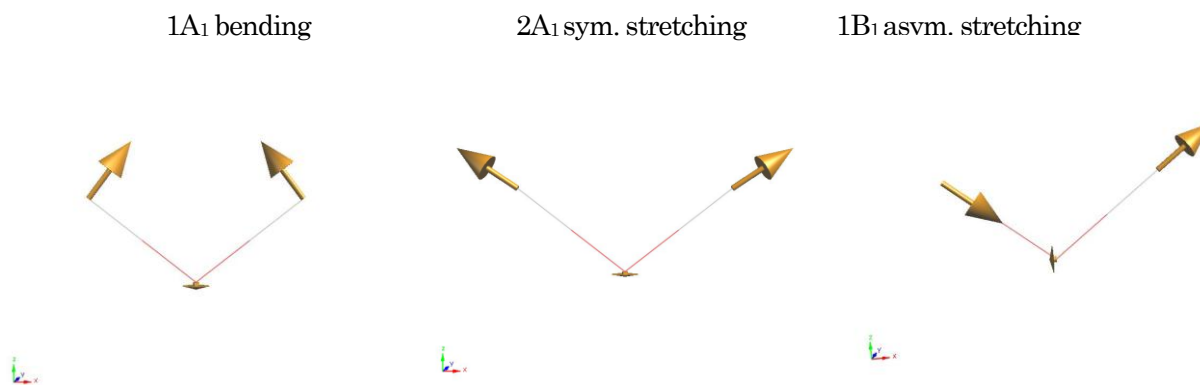


図 5.22 水分子の振動モードの固有ベクトル

5.2.1.5 計算例：シリコン結晶(Si2)

(1) 入力パラメータ

シリコン結晶の振動解析の例題です。計算例題は、sample/phonon/Si2 です。

入力パラメータファイル `nfinput.data` では、`element_list` にシリコン原子の質量 28.0855 amu が指定されています。質量の単位を原子質量単位とするため、`#units` の後に `atomic_mass` を指定しています

```
element_list{      #units atomic_mass
                  #tag element  atomicnumber mass
                  Si          14      28.0855
}
```

振動解析のパラメータを `Phonon` ブロックで指定します。

```
Phonon{
  sw_phonon = on
  sw_calc_force = on
  displacement = 0.1
  sw_vibrational_modes = on
}
```

`sw_calc_force` と `sw_vibrational_modes` がともに ON なので、振動解析のための力計算を行い、振動解析が行われます。

PHASE を実行します。

```
% mpirun ../../../../bin/phase
```

計算が終了すると、出力ファイル `mode.data` に振動解析の結果が出力されます。`mode.data` の最初の部分は以下のようになっています。

```
--- primitive lattice vectors ---
 0.0000000000  5.0875600000  5.0875600000
 5.0875600000  0.0000000000  5.0875600000
 5.0875600000  5.0875600000  0.0000000000
--- Equilibrium position and mass of each atom---
Natom=      2
 1  1.2718900000  1.2718900000  1.2718900000  51196.42133 Si
 2 -1.2718900000 -1.2718900000 -1.2718900000  51196.42133 Si
--- Vibrational modes ---
Nmode=      6 Natom=      2
n=      1 Tlu
 hbarW=  0.00000000E+00 Ha =  0.00000000E+00 eV; nu=  0.00000000E+00 cm^-1
 1  0.0000000000  0.0000000000  0.7071067812
 2  0.0000000000  0.0000000000  0.7071067812
```

最初の二行目から三行目は基本並進ベクトルをあらわしています。六行目は原子数を表しています。その次の行からは、原子の番号、デカルト座標、質量、ラベルが一行にあらわされています。**Vibrational modes** というタイトル行の次の行にはモード数と原子数があらわされています。これ以降には各振動モードの既約表現を先頭行として、次行に振動数があらわされ、その次の行から固有ベクトルがあらわされています。固有ベクトルは原子の番号の後にその原子に帰属するベクトルの3成分があらわされています。

(2) 振動数レベル図

振動解析の出力ファイル `mode.data` の振動数のデータから振動数レベル図を作成します。以下のように、ツール `freq.pl` を実行すると、Postscript 形式の振動数レベル図 `freq.eps` が出力されます。

```
% freq.pl mode.data
```

シリコン結晶の振動解析の振動レベル図を図 5.23 に示します。この図から振動数が 517 cm^{-1} であるモードがあることが分かります。このモードの既約表現は T_{2g} であるので、同じ振動数のモードが三重に縮重しています。 T_{2g} モードがラマン活性である場合、図中の規約表現の右側に R が表示されます。赤外活性である場合には IR と表示されます。

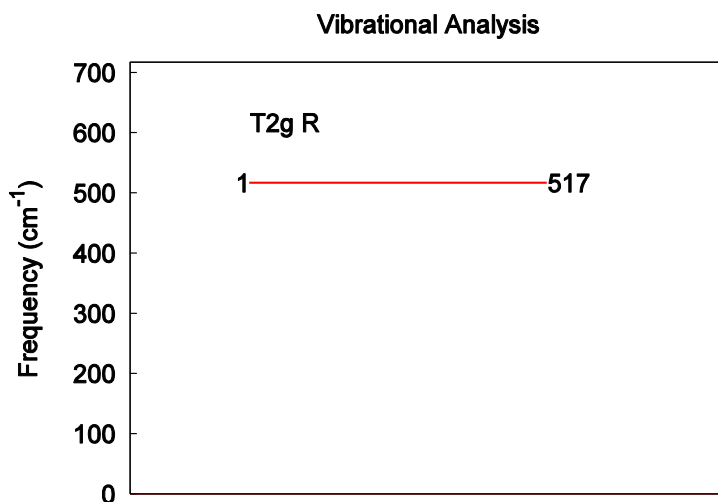


図 5.23 バルク Si の領域中心フォノンモードの振動数

(3) 振動モードの可視化

振動解析の出力ファイル `mode.data` から拡張 Trajectory 形式のファイルを作成することにより、固有ベクトルを矢印表示したり、原子が振動するアニメーションとして振動モードを可視化したりできます。ツール `animate.pl` を使用して、振動解析の出力ファイル `mode.data` から振動数の情報を取り出し、拡張 Trajectory 形式のファイル(拡張子:tr2)を作成します。

原点の移動とセルベクトルの変更を指定したファイル `control.inp` を用意します。`control.inp` は以下のように記述します。

```
origin 1.27189 1.27189 1.27189
vector1 10.17512 0 0
vector2 0 10.17512 0
vector3 0 0 10.17512
```

ツール `animate.pl` を以下のように実行すると、拡張 Trajectory 形式のファイルがモードの数だけ出力されます。

```
% animate.pl mode.data control.inp
```

この例題では切り出すセルをブラベー格子の単位胞にとり、セルの原点にシリコン原子がくるように設定しています。たとえば、出力された拡張 Trajectory 形式のファイル `mode_6.tr2` を可視化すると、図 5.24 のように固有ベクトルが矢印で示されます。図 5.24 に示されているセルは、出力された `grid.mol2` ファイルを読み込むことで表示できます。また、出力された拡張 Trajectory 形式から、原子の振動を可視化することができます。

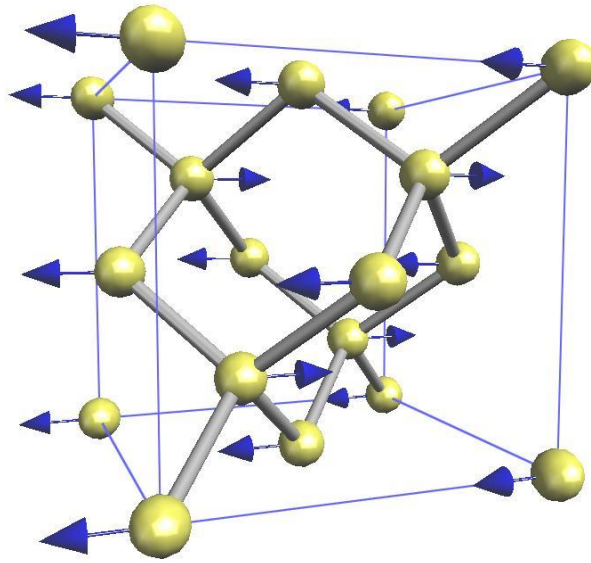


図 5.24 バルク Si の領域中心フォノンモードの固有ベクトル

5.2.2 フォノンバンド計算

5.2.2.1 機能の概要

PHASE には、 Γ 点だけでなく一般の k 点における格子振動解析を行い、フォノンの状態密度やバンド構造を計算する機能があります。

5.2.2.2 利用方法

(1) 基本的な入力パラメーター

この機能を利用するためには、 Γ 点の場合と同様 `phonon` ブロックを作成し、設定を行います。典型的には、以下ようになります。

```
phonon{
  sw_phonon = on
  sw_vibrational_modes = on
  sw_calc_force = on
  displacement = 0.1
  method = dos
  lattice{
    l1 = 2
    l2 = 2
    l3 = 2
  }
  dos{
    mesh{
      nx = 10
      ny = 10
      nz = 10
    }
  }
}
```

基本的な入力パラメーターを以下に示します。

| 第1 ブロック識別子 | 第2, 第3 ブロック識別子 | タグ識別子 | 説明 |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| <code>phonon</code> | | | フォノン計算の設定を行うためのブロック |
| | | <code>sw_phonon</code> | PHASE の振動解析機能を利用するかどうかを指定します。 Γ 点のみの場合と同様です。 |
| | | <code>sw_vibrational_modes</code> | 振動解析を行うかどうかを指定します。 Γ 点のみの場合と同様です。 |
| | | <code>sw_calc_force</code> | 力定数の計算を行うかどうかを指定します。 Γ 点のみの場合と同様です。 |
| | | <code>displacement</code> | 力定数の計算を行う際に、原子をどの程度移動させるかを指定します。 Γ 点のみの場合と同様です。デフォルト値は 0.1 bohr です。 |
| | | <code>method</code> | “手法”を指定します。状態密度計算の場合は <code>dos</code> 、バンド構造計算の場合は <code>band</code> を指定します。 |
| | <code>lattice</code> | | 一般 k 点の振動解析は、スーパーセル |

| | | | |
|--|------|----|--------------------------------------|
| | | | の力定数を必要とします。そのスーパーセルの大きさを指定するブロックです。 |
| | | nx | a 軸を何倍するかを指定します。 |
| | | ny | b 軸を何倍するかを指定します。 |
| | | nz | c 軸を何倍するかを指定します。 |
| | dos | | 状態密度の計算方法を指定するブロックです。 |
| | mesh | | 状態密度計算に利用する k 点のメッシュを指定するブロックです。 |
| | | nx | 1 つめの逆格子ベクトルの分割数を指定します。 |
| | | ny | 2 つめの逆格子ベクトルの分割数を指定します。 |
| | | nz | 3 つめの逆格子ベクトルの分割数を指定します。 |

method を band と設定すると、フォノンバンドの計算になります。バンド構造の計算は、電子バンド構造と同様 band_kpoint.pl を利用して計算する k 点の情報が記録された kpoint.data ファイルを作成したあとに実行します。

(2) バンド数および k 点分割数

フォノンバンド計算を行う場合、スーパーセルの作成が行われます。バンド数や k 点分割数は、生成されたスーパーセルに合わせて PHASE が自動的に変更します。以下の注意が必要です。

- スーパーセルは、ブラベー格子に対して作成されます。通常の PHASE による計算の場合 unit cell type が Bravais の場合は基本格子に対して k 点を定義しますが、フォノンバンドの場合はブラベー格子に対して行うようにしてください。
- バンド数は、定義した原子にしたがって通常の計算と同じように決定してください。

(3) イオン性結晶の場合の設定方法

イオン性結晶の場合、 Γ 点においてオプティカルモードの縦波と横波が異なった振動数を持ちます。この現象は、LO-TO 分裂と呼ばれます。この効果を取り入れる場合、入力ファイルにおいてさらに以下の指定を行う必要があります。

```
phonon{
  sw_lo_to_splitting = on
  electronic_dielectric_constant{
    exx = 2.6
    eyy = 2.6
    ezz = 2.6
    exy = 0.0
    exz = 0.0
    eyz = 0.0
  }
}
```

変数 sw_lo_to_splitting を on とすることによって LO-TO 分裂を考慮した計算を行うことができます。electronic_dielectric_constant ブロックには、電子系の誘電テンソルを指定します。electronic_dielectric_constant ブロックの下の exx, eyy, ezz, exy, exz, eyz に対応する誘電テンソルの成分を指定します。誘電テンソルは、実測値もしくは UVSOR-Epsilon による計算値をご利用ください。原子の有効電荷も

指定する必要があります。これは、作業ディレクトリーに `effchg.data` ファイルを作成し、以下のように指定します。

```
2
1
1.12 0.0 0.0
0.0 1.12 0.0
0.0 0.0 1.12
2
-1.12 0.0 0.0
0.0 -1.12 0.0
0.0 0.0 -1.12
```

ファイルの 1 行目に原子数を記述します。2 行目以降に有効電荷の値を指定します。まず指定対象の原子の ID を指定し、さらに有効電荷テンソルを指定します。有効電荷テンソルは、形式電荷を利用することもできますが、UVSOR-Berry によって得られたボルン有効電荷を利用することが望ましいです。

(4) 計算の実行

入力データが準備できたら、通常通り `PHASE` を実行します。まずは、`PHASE` は入力の指定にしたがってスーパーセルを作成します。ログファイルには以下のように報告されます。

```
natm_super,natm2_super= 64 64
ia,cps(3),pos(3),ityp
1 1.27189 1.27189 1.27189 0.06250 0.06250 0.06250 1
2 8.90323 8.90323 8.90323 0.43750 0.43750 0.43750 1
3 1.27189 6.35945 6.35945 0.06250 0.31250 0.31250 1
4 8.90323 13.99079 13.99079 0.43750 0.68750 0.68750 1
5 6.35945 1.27189 6.35945 0.31250 0.06250 0.31250 1
6 13.99079 8.90323 13.99079 0.68750 0.43750 0.68750 1
7 6.35945 6.35945 1.27189 0.31250 0.31250 0.06250 1
8 13.99079 13.99079 8.90323 0.68750 0.68750 0.43750 1
9 11.44701 1.27189 1.27189 0.56250 0.06250 0.06250 1
10 19.07835 8.90323 8.90323 0.93750 0.43750 0.43750 1
11 11.44701 6.35945 6.35945 0.56250 0.31250 0.31250 1
12 19.07835 13.99079 13.99079 0.93750 0.68750 0.68750 1
13 16.53457 1.27189 6.35945 0.81250 0.06250 0.31250 1
...
...
```

`natm_super` がスーパーセルの原子数です。`cps` は原子のカルテシアン座標、`pos` はフラクショナル座標です。`ityp` は原子の種類を識別する番号です。また、スーパーセルに合わせて変化したバンド数と k 点のメッシュが次のように報告されます。

```
num_bands will be changed.
neg,meg= 192 192
k-point mesh will be changed.
mesh= 1 1 1
```

`neg` が新しいバンド数、`mesh` が新しい k 点メッシュです。

(5) 出力ファイル

mode.data ファイル

振動解析の結果は mode.data ファイルに記録されます。フォノンバンドの場合の mode.data ファイルは、たとえば以下ようになります。Γ点の場合と比較して、振動モードの記述の仕方が異なります。

```
--- Vibrational modes ---
Nmode= 6 Natom= 2 Nqvec 120
iq= 1 q=( 0.00000, 0.00000, 0.00000) ( 0.00000, 0.00000, 0.00000)
n= 1 Tlu IR
hbarW= 0.00000000E+00 Ha = 0.00000000E+00 eV; nu= 0.00000000E+00 cm^-1
1 0.0000000000 0.7071067812 0.0000000000
2 0.0000000000 0.7071067812 0.0000000000
1 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
2 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
n= 2 Tlu IR
...
iq= 2 q=( 0.01875, 0.01875, 0.03750) ( 0.02316, 0.02316, 0.00000)
n= 1 B2 IR&R
hbarW= 0.63506708E-04 Ha = 0.17281054E-02 eV; nu= 0.13938112E+02 cm^-1
1 0.4999599615 -0.4999599615 0.0000000000
2 0.4999599615 -0.4999599615 0.0000000000
1 0.0063274755 -0.0063274755 0.0000000000
2 0.0063274755 -0.0063274755 0.0000000000
n= 2 B1 IR&R
...

```

モードの数と原子数の後に、 k 点の数が示されます。各 k 点の振動数モードの記述の前に、 k 点の座標が部分座標とカルテシアン座標で示されます。振動モードの固有ベクトルは一般には複素数となるので、固有ベクトルの実部の後に、虚部が記述されます。なお、Γ点の場合と同様に振動の対称性および赤外ラマンの活性/不活性の判定が出力されますが、この情報はΓ点以外では意味がない点にご注意ください。

phdos.data ファイル

フォノンの状態密度は phdos.data ファイルに出力されます。その内容は、典型的には下記のようなものです。

```
# Index Omega (mHa) Omega (eV) Omega (cm-1) DOS (States/Ha) DOS (States/eV) DOS (States/cm-1)
IntDOS (States)
0 -0.00050000 -0.00001361 -0.10973732 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
1 0.00950000 0.00025851 2.08500903 0.00473815 0.17412390 0.00002159 0.00001500
2 0.01950000 0.00053062 4.27975539 0.01996324 0.73363561 0.00009096 0.00012976
3 0.02950000 0.00080274 6.47450174 0.04568839 1.67901746 0.00020817 0.00044927
4 0.03950000 0.00107485 8.66924810 0.08191360 3.01026946 0.00037323 0.00107853
5 0.04950000 0.00134696 10.86399446 0.24722290 9.08527497 0.00112643 0.00286860
6 0.05950000 0.00161908 13.05874081 0.37130693 13.64527929 0.00169180 0.00591423
7 0.06950000 0.00189119 15.25348717 0.49343689 18.13347292 0.00224826 0.01020273
8 0.07950000 0.00216331 17.44823352 0.67844022 24.93222060 0.00309120 0.01602478
.....
.....

```

1 列目は状態密度のインデックス、2, 3, 4 列目がそれぞれ mHa, eV, cm-1 単位のエネルギー、5, 6, 7 列目がそれぞれ states/Ha, states/eV, states/cm-1 単位での状態密度、8 列目が積算状態密度です。積算状態密度は、最も高エネルギーの状態においては原子数×3 になります。

(6) 解析用 Perl スクリプト

フォノンバンド計算の結果解析用の Perl スクリプトが PHASE には備わっています。以下の 3 種類の Perl スクリプトを利用して結果の解析を行うことができます。

phonon_dos.pl

フォノンの状態密度データから、「フォノン状態密度図」を作成する Perl スクリプトです。以下のように使用します。

```
% phonon_dos.pl phdos.data OPTIONS
```

phdos.data が、PHASE が出力するフォノン状態密度データです。実行すると、phonon_dos.eps という EPS 形式の画像ファイルが作成されます。下記のオプションを利用することができます。

| | |
|---|---|
| --units=UNITS or -u UNITS | エネルギーの単位を指定します。mHa, meV, THz, cm ⁻¹ のいずれかです。デフォルト値は cm ⁻¹ です。 |
| --width=WIDTH or -w WIDTH | 作成される図の幅を指定します。デフォルト値は 1 です。 |
| --erange=[emin:emax] or -e [emin:emax] | エネルギーの範囲を指定します。 |
| --drange=DRANGE or -d DRANGE | 状態密度の範囲を指定します。 |
| --title=TITLE or -t TITLE | 図のタイトルを指定します。 |
| --font=FONT or -f FONT | グラフに利用するフォントサイズを指定します。デフォルト値は 18 です。 |
| --keep or -k | 中間のデータファイルを保持する場合、このオプションを有効にします。 |
| --mono or -m | モノクログラフを描画したい場合にこのオプションを指定します。 |
| --dinc=DINC | 状態密度の目盛を指定します。 |
| --einc=EINC | エネルギーの目盛を指定します。 |

phonon_band.pl

フォノンバンドのデータから「フォノンバンド図」を作成する Perl スクリプトです。以下のように使用します。

```
% phonon_band.pl mode.data OPTIONS
```

mode.data が、振動解析の結果が記録されたファイルです。実行すると、phonon_band.eps という EPS 形式の画像ファイルが作成されます。オプションには、下記のようなものがあります。

| | |
|---|---|
| --control=CONTROL or -c CONTROL | band_kpoint.pl ファイルの入力ファイルを指定します。デフォルト値は bandkpt.in です。 |
| --ptype=PTYPE or -p PTYPE | グラフ描画に利用するプロット種を指定します。line を指定すると実線, circle を指定すると丸でフォノンバンドを描画します。デフォルト値は line です。 |
| --units=UNITS or -u UNITS | エネルギーの単位を指定します。mHa, meV, THz, cm ⁻¹ のいずれかです。デフォルト値は cm ⁻¹ です。 |
| --width=WIDTH or -w WIDTH | 作成される図の幅を指定します。デフォルト値は 1 です。 |
| --erange=[emin:emax] or -e [emin:emax] | エネルギーの範囲を指定します。 |
| --title=TITLE or -t TITLE | 図のタイトルを指定します。 |
| --font=FONT or -f FONT | グラフに利用するフォントサイズを指定します。デフォルト値は 18 です。 |
| --mono or -m | モノクログラフを描画したい場合にこのオプションを指定します。 |
| --keep or -k | 中間のデータファイルを保持する場合、このオプションを有効にします。 |
| --einc=EINC | エネルギーの目盛を指定します。 |

phonon_energy.pl

フォノンの状態密度から、振動に由来する内部エネルギーとヘルムホルツの自由エネルギーや比熱を計算するスクリプトです。振動に由来するヘルムホルツの自由エネルギーに通常の DFT 計算で得られる全エネルギーを加えれば、有限温度における固体の自由エネルギーを計算することができ、温度誘起の相転移を解析することなども可能です。

波数 \mathbf{k} のフォノンのエネルギーは、その振動数 $\omega_{\mathbf{k}}$ を利用して $(1/2 + n)\hbar\omega_{\mathbf{k}}$ と記述することができます。分配関

数は $Q_{\mathbf{k}} = \sum_n e^{-U_{kn}/k_B T}$ と記述されるので、フォノンのエネルギーを代入し整理すると以下の結果が得られます。

$$Q_{\mathbf{k}} = \frac{\exp\left[-\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2k_B T}\right]}{1 - \exp\left[-\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{k_B T}\right]}$$

ヘルムホルツの自由エネルギーは $F_{\text{vib}} = \sum_{\mathbf{k}} -k_B T \log Q_{\mathbf{k}}$ と記述できるので、以下のように記述されます。

$$F_{\text{vib}} = \sum_{\mathbf{k}} \left[\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2} + k_B T \log \left(1 - \exp\left[-\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{k_B T}\right] \right) \right].$$

振動による平均の内部エネルギーは $U_{\text{vib}} = \frac{1}{Q_{\mathbf{k}}} \sum_n U_{kn} \exp\left(-\frac{U_{kn}}{k_B T}\right)$ と記述できるので、以下のように記述することができます。

$$U_{\text{vib}} = \sum_{\mathbf{k}} \left[\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2} + \frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{\exp\left[\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{k_B T}\right] - 1} \right].$$

エントロピーは、 F_{vib} および U_{vib} から $(U_{\text{vib}} - F_{\text{vib}})/T$ と計算することができます。定積比熱は内部エネルギーの温度に関する偏微分で与えられるので、以下のように計算することができます。

$$C_v = \frac{\partial U_{\text{vib}}}{\partial T} = k_B \left[\frac{\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{k_B T} \exp\left(\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2k_B T}\right)}{\exp\left(\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{k_B T}\right) - 1} \right]^2.$$

phonon_energy.pl を利用すると、以上のような計算を実行することが可能です。以下のように利用します。

```
% phonon_energy.pl mode.data
```

この操作によって、以下の3つのファイルが作成されます。

phonon_energy.data ファイル 内部エネルギー、ヘルムホルツ自由エネルギー、エントロピー、比熱の計算結果が以下の形式で記録されているファイルです。

```
# T (K) Internal Energy (eV) Free energy (eV) Entropy (eV/K) Cv (kB/atom)
0 0.125434126153072 0.125434126153072 0 0
30 0.12552700746085 0.125409486111375 3.91737831580881e-06 0.0820122071540538
60 0.126828216477476 0.124936822438767 3.15232339784872e-05 0.435633166874193
90 0.130001095247047 0.123379006005857 7.35787693465625e-05 0.787404251770626
120 0.134948880737123 0.120473935403623 0.000120624544445835 1.12444793146534
.....
.....
.....
```


1 列目に温度が, 2 列目以降からは内部エネルギーとヘルムホルツ自由エネルギーが eV 単位で, エントロピーが eV/K 単位で, 原子あたりの比熱が k_B 単位で記述されます。

phonon_energy.eps ファイル 内部エネルギー, ヘルムホルツ自由エネルギー, エントロピーを温度の関数としてプロットした EPS ファイルです。

phonon_Cv.eps ファイル 比熱と温度の関係をプロットした EPS ファイルです。

Si 結晶の場合に得られる **phonon_energy.eps** および **phonon_Cv.eps** の例を示します。 **phonon_energy.pl** スクリプトは, フォノン状態密度計算を実行した際に得られる **mode.data** ファイルを利用する必要がある点にご注意ください。フォノンバンド計算を実行した際に得られる **mode.data** ファイルを利用すると, 以下のようなエラーが発生し途中で終了してしまいます。なお, 得られるエネルギーは, 入力で指定した原子数分となります。

```
% phonon_energy.pl mode.data
weight undefined for q-point no. 1 at /home/user/phase/bin/phonon_energy.pl line 131, <MD> line 4450.
```

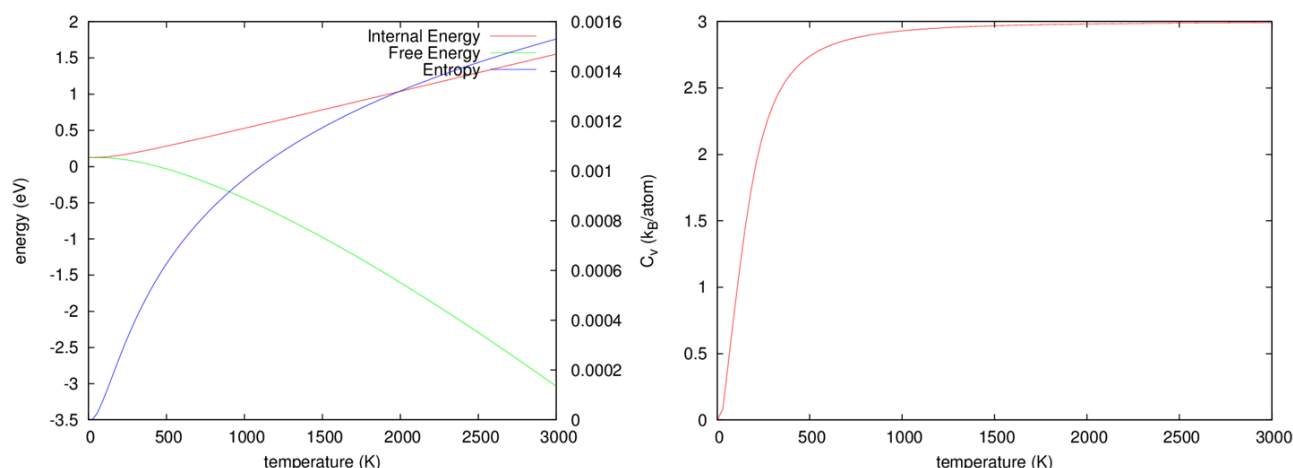


図 5.25 **phonon_energy.eps** (左図) と **phonon_Cv.eps** (右図)の例

phonon_energy.pl スクリプトのオプションは, 下記の通りです。

- width=WIDTH or -w WIDTH** 作成される図の幅を指定します。デフォルト値は 1 です。
- trange=[tmin:tmax] or -t [tmin:tmax]** 温度の範囲を指定します。デフォルト値は 0 K から 3000 K です。
- nT=NT or -n NT** 温度の点の数を指定します。デフォルト値は 100 です。
- font=FONT or -f FONT** グラフに利用するフォントサイズを指定します。デフォルト値は 18 です。
- mono or -m** モノクログラフを描画したい場合にこのオプションを指定します。
- tinc=TINC** 温度の目盛を指定します。
- einc=EINC** エネルギーの目盛を指定します。
- cinc=EINC** 比熱の目盛を指定します。

5.2.2.3 例題

(1) シリコン結晶

最も簡単な例の 1 つとして, シリコン結晶のフォノンバンドとフォノン状態密度の計算を実行した例を紹介いたします。この例題の入力ファイルは, **samples/phband/Si** 以下にあります。

まずはバンド計算を行います。samples/phband/Si/band 以下の入力ファイルを利用します。
band_kpoint.pl 用の入力ファイル, bandkpt.in の内容は、以下のようになっています。

```
0.02
-0.83333333 0.83333333 0.83333333
0.83333333 -0.83333333 0.83333333
0.83333333 0.83333333 -0.83333333
0 0 0 1 # {/Symbol G}
1 1 0 2 # X
5 3 0 8 # U
0 0 0 1 # {/Symbol G}
1 0 0 2 # L
```

このbandkpt.in ファイルを利用して、以下のようにkpoint.data ファイルを作成します。

```
% band_kpoint.pl bandkpt.in
```

入力の、原子配置の指定は以下のようになっています。

```
structure{
  unit_cell_type = bravais
  unit_cell{
    a = 10.17512
    b = 10.17512
    c = 10.17512
    alpha = 90.0
    beta = 90.0
    gamma = 90.0
  }
  symmetry{
    tspace{
      lattice_system = facecentered
    }
    method = automatic
  }
  atom_list{
    coordinate_system = internal
    atoms{
      #tag element rx ry rz mobile
      Si 0.125 0.125 0.125 0
      Si 0.875 0.875 0.875 0
    }
  }
  element_list{
    #units atomic_mass
    #tag element atomicnumber mass
    Si 14 28.0855
  }
}
```

unit_cell_type を bravais とし, lattice_system パラメーターによってこの系が facecentered, すなわち面心であることを指定しています。上述したように、通常の PHASE の計算ではこのような指定がなされている場合単位胞を基本格子に変換しますが、フォノンバンド計算ではそのようなことは行われません。次に、phonon ブロックを次のように記述しています。

```
Phonon{
  sw_phonon = on
```

```

sw_calc_force = on
sw_vibrational_modes = on
lattice{
  l1 = 2
  l2 = 2
  l3 = 2
}
method = band
}

```

スーパーセルは、 a, b, c 軸それぞれを 2 倍とする設定を採用しています。以上の設定のもと **PHASE** を通常通り実行します。計算が終了すると、その結果が mode.data に記録されます。mode.data ファイルからフォノンバンド図を得るためには、以下の操作を行います。

```
% phonon band.pl mode.data --control=bandkpt.in
```

--control オプションで band kpoint.pl 用の入力ファイルを指定していますが、この指定がない場合はバンド図に特殊点を表す縦線などは描画されなくなります。結果は次に示す図のようになります。

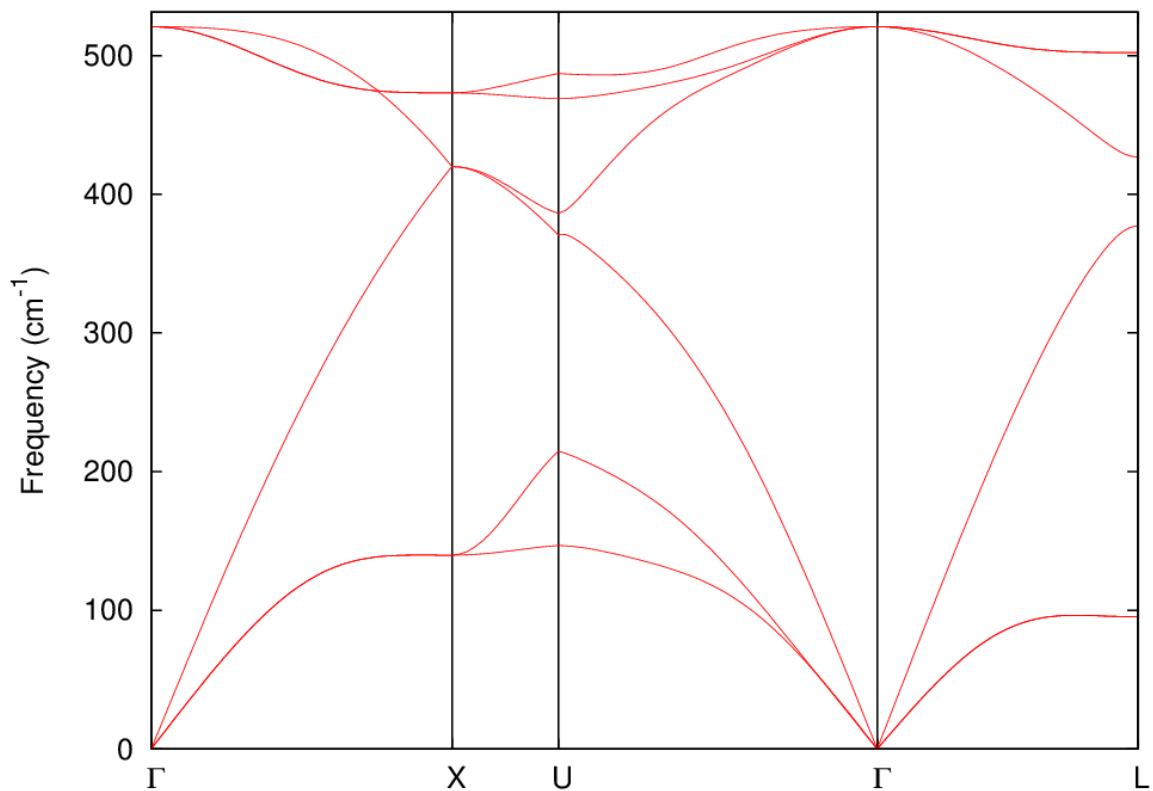


図 5.26 シリコン結晶のフォノンバンド

フォノンの状態密度の計算に必要な入力データは、samples/phband/Si/dos 以下にあります（力定数は計算済みなので、band ディレクトリの下にある force.data ファイルをコピーして利用すると力定数計算をスキップすることも可能ですが、この場合は sw_calc_force パラメーターを off に設定してください）このサンプルの入力パラメーターファイルには、以下のような記述がなされています。

```

Phonon{
  sw_phonon = on
  sw_vibrational_modes = on
  lattice{
    l1 = 2

```

```

12 = 2
13 = 2
}
dos{
  mesh{
    nx = 10
    ny = 10
    nz = 10
  }
}
method = dos
}

```

method = dos と指定することによって状態密度計算を行うことを指定しています。dos ブロックの下の mesh ブロックにおいて、状態密度計算で利用するメッシュを $10 \times 10 \times 10$ としています。入力をこのように編集し終えたら PHASE を実行します。フォノン状態密度の計算結果は phdos.data ファイルに記録されます。このデータをもとに phonon dos.pl スクリプトを利用してフォノン状態密度図を作成します。

```
% phonon_dos.pl phdos.data
```

この結果得られるフォノン状態密度図は次に示す通りです。

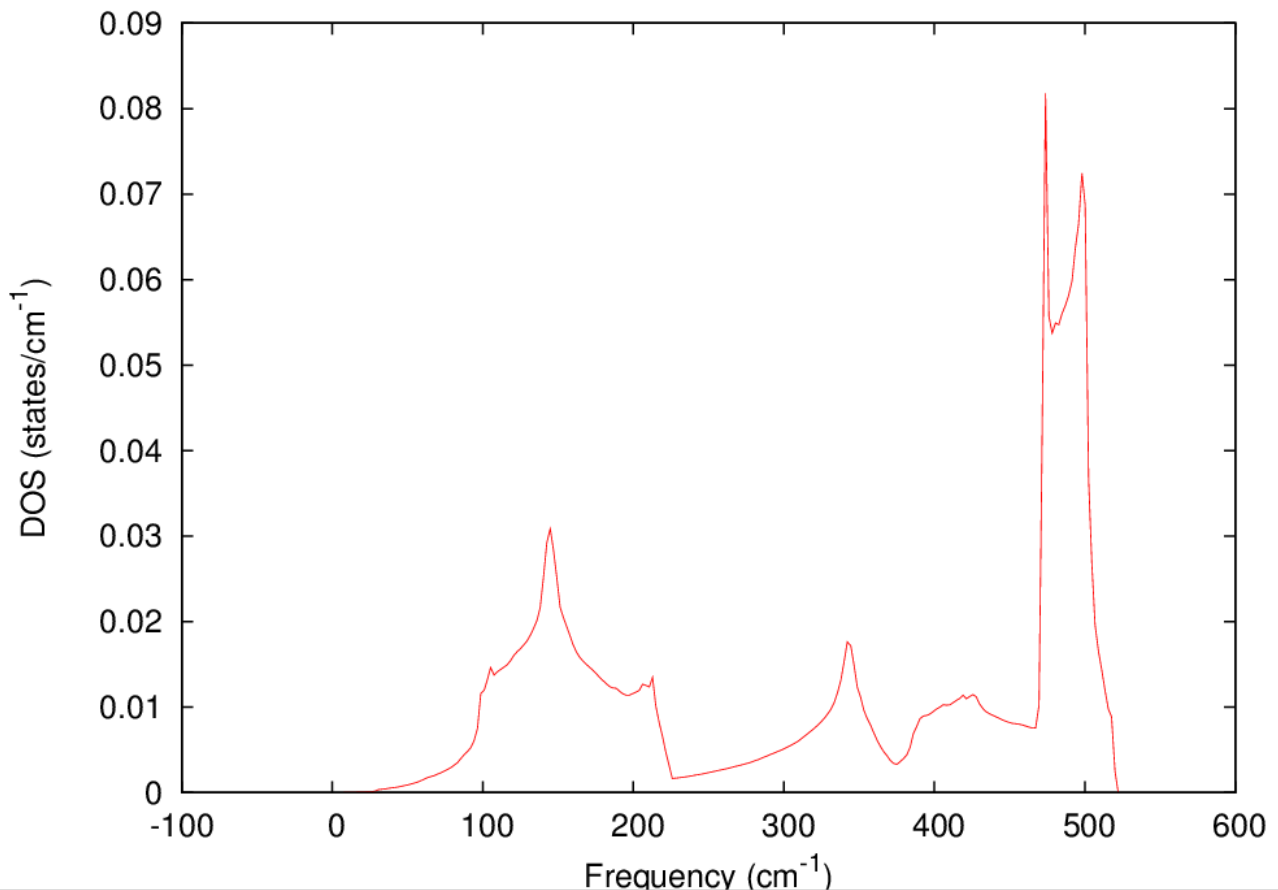


図 5.27 シリコン結晶のフォノン状態密度。

(2) ヨウ化カリウム

ヨウ化カリウムは NaCl 型の結晶構造をもつ、イオン性の結晶です。図 5.28 にその結晶構造を示します。ここでは、この結晶を例に LO-TO 分裂を考慮したフォノンバンド計算を紹介します。この例題の入力ファイルは、samples/phband/KI 以下にあります。

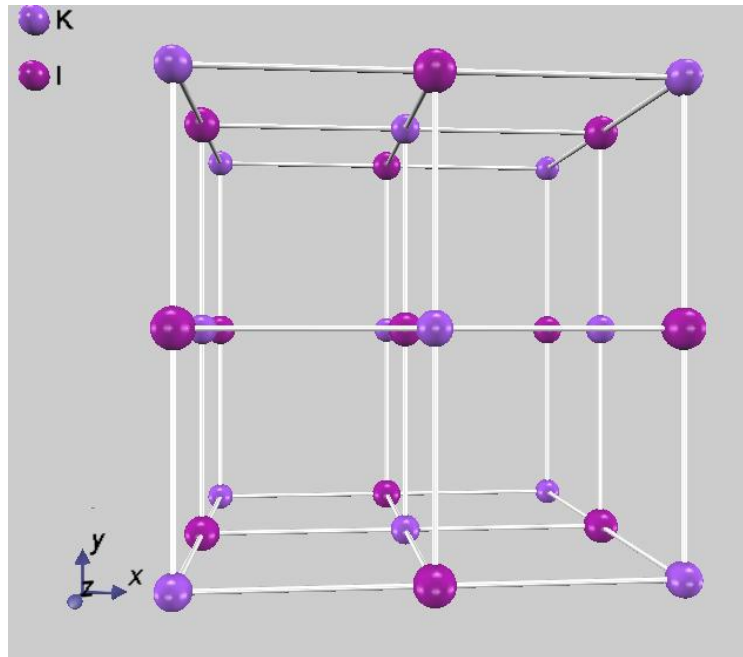


図 5.28 ヨウ化カリウムの結晶構造

LO-TO 分裂を考慮した計算を行うためには、電子系の誘電テンソルと有効電荷が必要です。これらは以下のようにして得ました。

- **誘電テンソル** : UVSOR-Epsilon を利用して計算しました。この際、2.2 eV のギャップ補正を施しました。結果は、xx, yy, zz 方向がそれぞれ 2.6 となりました。
- **有効電荷** : UVSOR-Berry を利用して、ボルン有効電荷テンソルの計算を行いました。結果は、カリウムの有効電荷が 1.1262, ヨウ素の有効電荷が -1.1262 となりました。

これらを設定し、sw_lo_to_splitting を on とする以外はシリコン結晶の場合と同じです。に、得られたフォノンバンドを示します。比較のため、LO-TO 分裂を考慮せずに計算した結果も合わせて表示しています。赤線が LO-TO 分裂を考慮せずに計算した結果、青線が考慮して計算した結果に対応します。この図から明らかなように、 Γ 点付近では LO-TO 分裂によって考慮しない場合は縮退している状態が分裂しています。

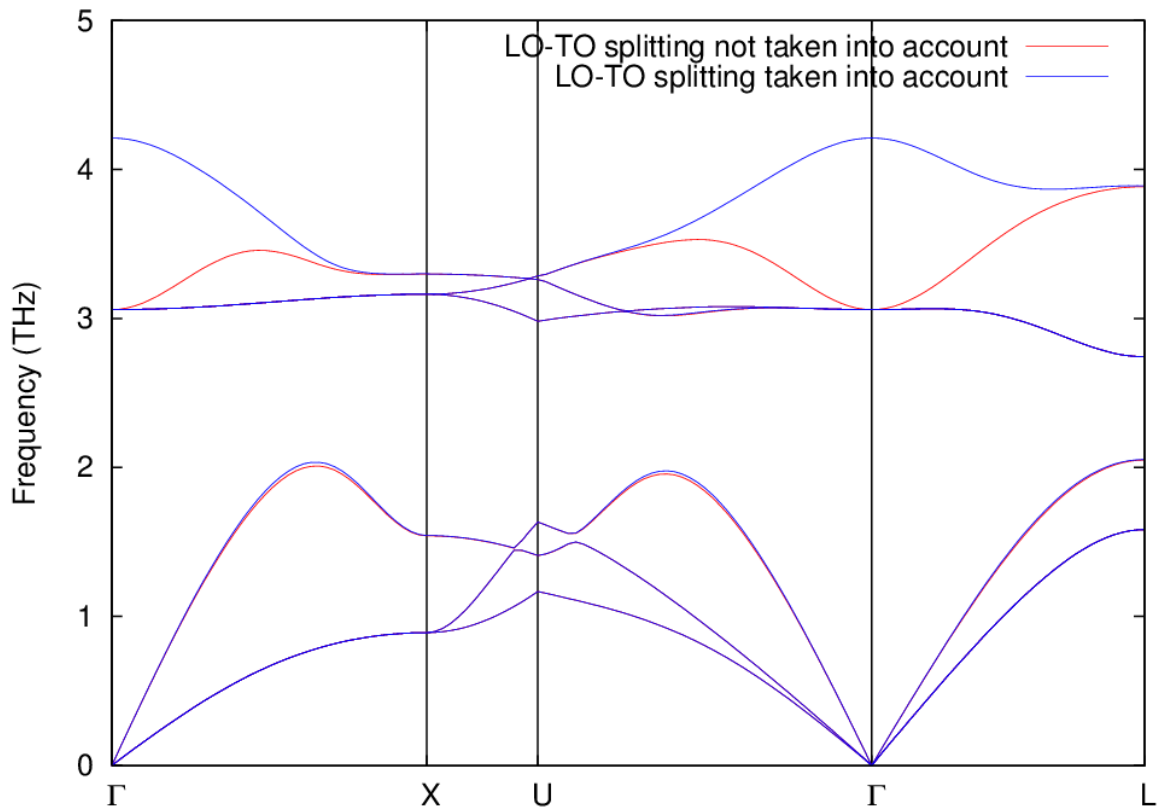


図 5.29 KI 結晶のフォノンバンド。赤線が LO-TO 分裂を考慮せずに計算した結果，青線が LO-TO 分裂を考慮して計算した結果。

(3) スズの温度誘起相転移

最後に，フォノン自由エネルギー解析の簡単な適用例としてスズの温度誘起相転移の例を紹介します。この例題の入力ファイルは，`samples/phband/Sn/a-Sn` (α スズ) および `samples/phband/Sn/b-Sn` (β スズ) にあります。

スズには， α スズと β スズと呼ばれる同素体があります。 α スズはダイヤモンド構造， β スズはその名の通り β スズ構造をとります。その結晶構造を，図 5.30 に示します。

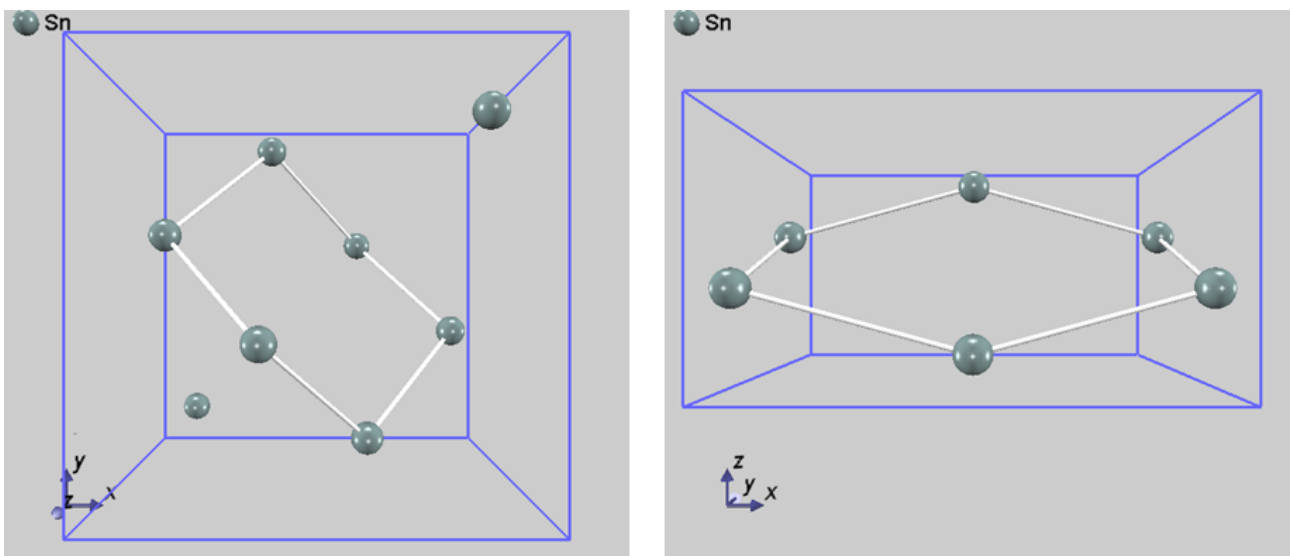


図 5.30 α スズ (左図) と β スズ (右図) の結晶構造

β スズ構造はダイヤモンド構造を c 軸方向から押しつぶしたような結晶構造であり，体心正方晶を取ります。常

温では β スズが安定ですが、低温下では α スズが安定になります。これは、結晶そのものの全エネルギーは α スズの方が低いが、温度上昇に伴うフォノンの自由エネルギーの低下は β スズの方が大きいためある温度で自由エネルギーは β スズの方が低くなり、相転移するからであると考えられます。このような現象を、フォノンの自由エネルギー計算と結晶の全エネルギー計算を組み合わせ確認していきます。

まずは、格子定数の最適化を行いました。ただし、 β スズ構造の c/a 比は0.54614と固定して最適化しました。結果は、次の表に示す通りです。

| | 格子定数 a (Å) | 格子定数 c (Å) | 全エネルギー (ha./cell) |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| α スズ | 6.6555 | 6.6555 | -136.147884 |
| β スズ | 5.9184 | 3.2323 | -136.144694 |

この結果から明らかなように、全エネルギーは α スズの方が低いので、絶対零度では α スズが安定であると考えられます。

続いて、得られた安定な格子定数のもとで振動解析を行いました。自由エネルギーを評価する場合に必要な計算は、状態密度のみです。 α スズ、 β スズに対してシリコンの場合と同様の設定をPhononブロックで行い、振動解析を実施しました。計算終了後に得られたmode.dataファイルを、phonon_energy.plスクリプトで処理します。

```
% phonon_energy.pl mode.data
```

結果得られるphonon_energy.dataファイルの3列目にフォノンの自由エネルギーが記録されます。これは単位胞あたりの値なので、上述の全エネルギーの単位胞あたりのエネルギーを加え、温度の関数としてプロットすると図5.31のような結果が得られます。

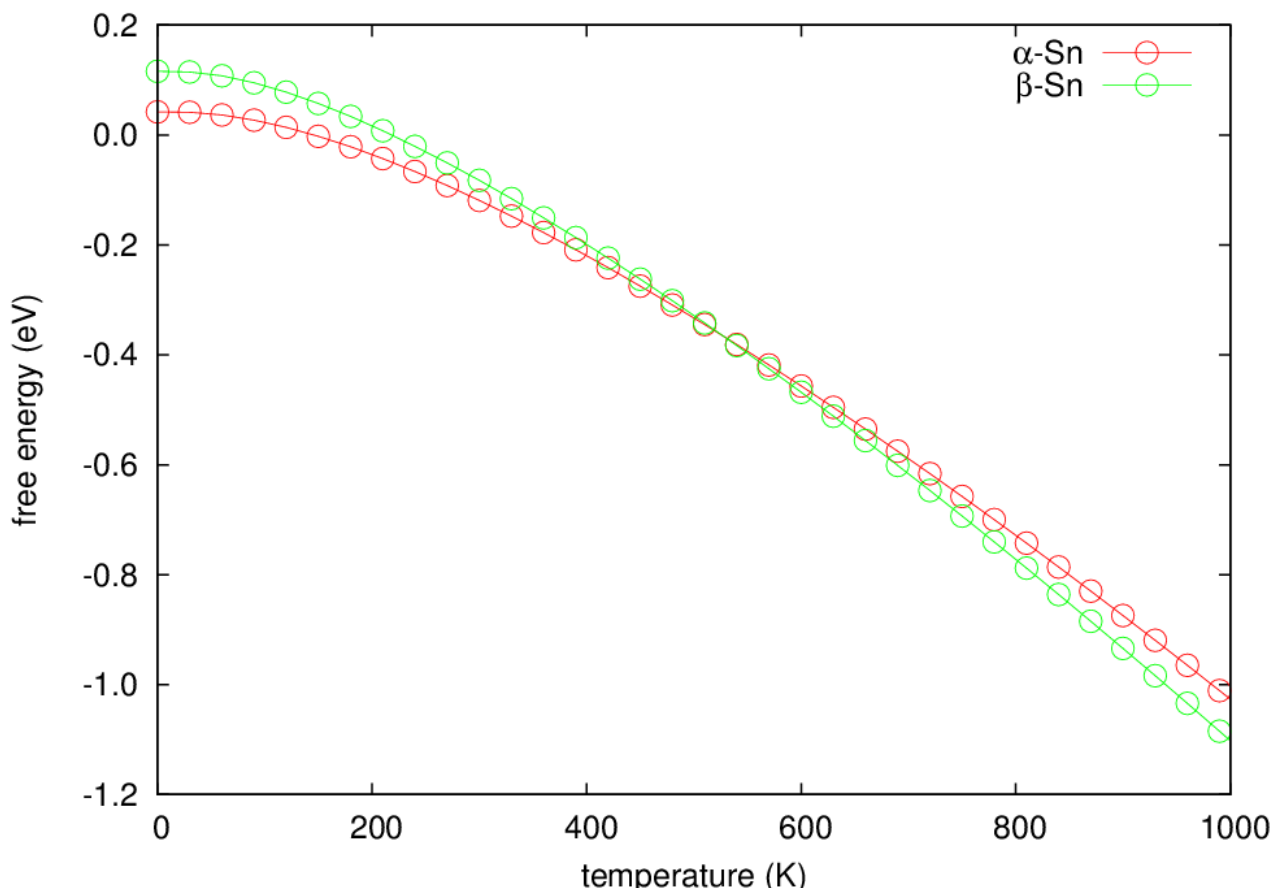


図 5.31 α スズと β スズの自由エネルギーと温度の関係。赤線が α スズ、緑線が β スズに対応する。

図 5.31 において α スズの曲線（赤線）と β スズの曲線（緑線）が交差する温度が転位温度と考えられます。この計算ではおおよそ510 Kとなりました。実際には290 Kなので相転移温度が高く評価されてしまいましたが、このような計算によって温度誘起の構造相転移を説明できることはお分かりいただけたと思います。

5.2.2.4 使用上の注意

- 一般の k 点における振動解析を実行するためには、スーパーセルに対する振動解析を行う必要があります。したがって、 Γ 点のみの場合と比較すると非常に多くの計算時間が必要です。
- フォノンバンド計算において最も計算量が多いのがスーパーセルに対する力の計算です。このデータは、1度得られたら再利用することができます。たとえばフォノンの状態密度を計算したあとにフォノンバンドを計算する場合、または異なる対称線にそったフォノンバンドを計算する場合などは、以下のように `sw_calc_force` パラメーターを `off` とすることによって力計算をやり直すことをさけることができます。

```
phonon{
  sw_phonon = on
  sw_calc_force = off
}
```

なお、力計算の結果が保存されているファイルは `force.data` というファイルです。バンド計算と状態密度計算を異なるディレクトリーで行う場合に `sw_calc_force = off` とする場合はこのファイルを当該ディレクトリーにコピーして利用してください。

- 通常の計算の場合、以下の指定を行うと、入力で指定された **Bravais** 格子は **Primitive** 格子に変換されて計算が行われます。

```
structure{
  unit_cell_type = bravais
  ...
  ...
  tspace{
    lattice_system = facecentered
  }
  ...
  ...
}
```

ところが、フォノンバンド計算の場合はこの変換は実施されず、**Bravais** 格子のままスーパーセルが作成され、計算が行われます。 k 点サンプリングメッシュを検討する際などに注意が必要です。

- スーパーセル構築のパラメーター、`l1`, `l2`, `l3` はもとの対称性を保つような指定の仕方をしてください。異なる対称性の場合、意味のある計算は行われません。

5.2.3 分子動力学法シミュレーション

5.2.3.1 機能の概要

PHASE は、原子に働く力を利用して分子動力学法シミュレーションを行うことが可能です。エネルギー一定と温度一定の分子動力学シミュレーションが計算できます。

5.2.3.2 入力パラメータ

分子動力学法シミュレーション機能と関連あるタグの一覧を表に示します。

分子動力学法シミュレーション機能に関連のあるタグの一覧

| 第1 ブロック識別子 | 第2, 第3 ブロック識別子 | タグ識別子 | 説明 |
|---------------------|----------------|--------------|---|
| structure_evolution | | | 原子座標データの更新方法を指定するブロック |
| | | method | 原子座標の更新方法を指定する。分子動力学シミュレーションの場合、 velocity_verlet (エネルギー一定の分子動力学シミュレーション) temperature_control (温度一定の分子動力学シミュレーション) のいずれか |
| | | dt | 時間刻みを指定する。 デフォルト値は 100 au (約 2.4 fs) |
| | thermostat | | 熱浴を定義するブロック。表形式データ。 |
| | | temp | 温度を指定する。 |
| | | qmass | 熱浴の質量を指定する。 |
| | | tdamp | 熱浴の質量を直接指定するのではなく、その周期を時間の単位で指定する。qmass による指定の方が優先される。なお、qmass も tdamp も指定がない場合、tdamp=50×dt に相当する周期の質量がデフォルト値として採用される。 |
| structure | atom_list | | |
| | | atoms | 原子配置を指定するブロック。表形式データ。 |
| | | thermo group | 原子に熱浴を割り当てる。定義した順に、整数値で指定する。 デフォルト値は 0 (熱浴に割り当てられていない状態) |
| | element_list | | 元素情報を指定する。表形式データ。 |
| | | mass | 対応する元素の質量を指定する。デフォルト値は原子単位であることに注意。 |
| printlevel | | | |
| | | iprivelocity | F_DYNM ファイルに速度も出力させたい場合このパラメーターに 2 を指定する。 |

5.2.3.3 計算結果の出力

座標データは file_names.data ファイルの F_DYNM によって指定されるファイルに各ステップでの座標値が出

力されます。その形式は、構造最適化の場合と同様です。

- 原子座標

原子座標は、構造緩和を行った場合と同様、`file_names.data` 中の `F_DYNAM` 識別子によって指定されるファイル (既定のファイル名は `nfdynm.data`) に記述されます。入力において `printoutlevel` ブロックの下の `iprvelocity` 変数の値を 2 以上にしていた場合、各原子の速度のデータも出力されます。速度のデータは、力のデータのあとに原子単位で出力されます。

- 各ステップでのエネルギー

各ステップでのエネルギーは、`file_names.data` 中の `F_ENF` 識別子によって指定されるファイル (既定のファイル名は `nfefn.data`) に出力されます。サンプルによって得られる結果を以下に記します。

| iter_ion | iter_total | etotal | ekina | econst | forcmx |
|----------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 18 | -7.8953179624 | 0.0000042358 | -7.8953179624 | 0.0186964345 |
| 2 | 30 | -7.8953851218 | 0.0000665502 | -7.8953185716 | 0.0183575424 |
| 3 | 43 | -7.8955768901 | 0.0002565396 | -7.8953203505 | 0.0173392067 |
| 4 | 56 | -7.8958649874 | 0.0005418445 | -7.8953231430 | 0.0156398790 |
| 5 | 69 | -7.8962052587 | 0.0008785990 | -7.8953266596 | 0.0132645441 |
| 6 | 83 | -7.8965425397 | 0.0012120826 | -7.8953304571 | 0.0102355854 |
| 7 | 97 | -7.8968179539 | 0.0014840140 | -7.8953339398 | 0.0066063151 |
| 8 | 111 | -7.8969784478 | 0.0016420281 | -7.8953364197 | 0.0024736141 |
| 9 | 125 | -7.8969875377 | 0.0016502900 | -7.8953372478 | 0.0020111576 |
| 10 | 139 | -7.8968352058 | 0.0014992046 | -7.8953360011 | 0.0066379641 |
| 11 | 153 | -7.8965440599 | 0.0012113794 | -7.8953326806 | 0.0111430822 |
| | | | | | |

一列目は原子座標の更新回数、二列目は電子の SCF 計算の回数です。三列目は、系の内部エネルギー、四列目は系の運動エネルギーです。五列目は系の内部エネルギーと運動エネルギーを足した値であり、エネルギー一定の分子動力学シミュレーションにおける保存量です。

5.2.3.4 使用方法 : エネルギー一定の分子動力学シミュレーション

エネルギー一定の分子動力学シミュレーションの入力パラメータ例です。計算例題は、`samples/molecular_dynamics/NVE` です。

```
accuracy{
  cutoff_wf = 9.00 rydberg
  cutoff_cd = 36.00 rydberg
  num_bands = 8
  xctype = ldapw91
  force_convergence{
    max_force = 1.0e-8 Hartree/Bohr
  }
  initial_wavefunctions = matrix_diagon
  ksampling{
    mesh{
      nx = 4
      ny = 4
      nz = 4
    }
  }
  scf_convergence{
```

```

        delta_total_energy = 1e-12 Hartree
        succession = 3
    }
}
...
...
structure{
    unit_cell_type = primitive
    unit_cell{
        a_vector = 0.0000000000      5.1300000000      5.1300000000
        b_vector = 5.1300000000      0.0000000000      5.1300000000
        c_vector = 5.1300000000      5.1300000000      0.0000000000
    }
    atom_list{
        atoms{
            #tag element rx ry rz mobile
            Si 0.130 0.130 0.130 yes
            Si -0.130 -0.130 -0.130 yes
        }
    }
    element_list{
        #tag element atomicnumber
        Si 14
    }
}
...
...
structure_evolution{
    method = velocity_verlet
    dt = 100
}
...
...

```

この入力、シリコン結晶の入力を少し変更したものとなっています。atoms では、各原子の“mobile”変数を“yes”と設定しています。ここを“no”あるいは“0”と設定すると、その原子は分子動力学シミュレーションを行っても動くことはありません。さらに座標値をあえて安定でない値にしています。具体的には、Si 結晶の二つの原子を(111)方向にお互いから離れるように少しだけずらしています。

structure_evolution ブロックでは、“method”変数を“velocity_verlet”としています。この選択によって小正準集合の分子動力学シミュレーションを行うことができます。また、各ステップでの更新量(変数 dt)を、原子単位で“100”としています。上で述べたように、この値は 2.418×10^{-15} s に相当します。

ここまで説明したサンプルの入力を利用すると、原子の初期速度は全て 0 と設定されます。原子に初期速度を与える場合、下記のような入力を準備してください。

```

structure_evolution{
    method = velocity_verlet
    dt = 100
    temperature_control{
        thermostat{
            #tag temp
            300
        }
    }
}

```

ここで、“temp”変数で初期の温度をケルビン単位で設定します。原子の初期速度は、この温度になるように、かつ正規乱数に従って、全運動量が 0 になるように設定されます。

原子ごとに異なる初期温度を設定することも可能です。この場合、まず下記のような入力を作成します。

```
structure_evolution{
  method = velocity_verlet
  dt = 100
  temperature_control{
    thermostat{!#tag temp
              300
              500
              700
    }
  }
}
```

次に atoms の各原子に、“thermo_group”という変数を設定します。

```
structure{
  ...
  atom_list{
    atoms{
      !#tag rx ry rz element mobile weight thermo_group
      0.1159672611 0.1235205209 0.1215156388 Si 1 1 1
      -0.1329067626 -0.1264216714 -0.1225370484 Si 1 1 2
      0.1273740089 0.6305999369 0.6247606249 Si 1 1 3
      ...
      ...
    }
  }
  ...
}
```

この例では一番目の原子が 300K に、二番目の原子が 500K に、三番目の原子が 700K になるよう初期速度が設定されます。

この計算例の計算結果の内部エネルギー、運動エネルギー、全エネルギーを図 5.32 に示します。

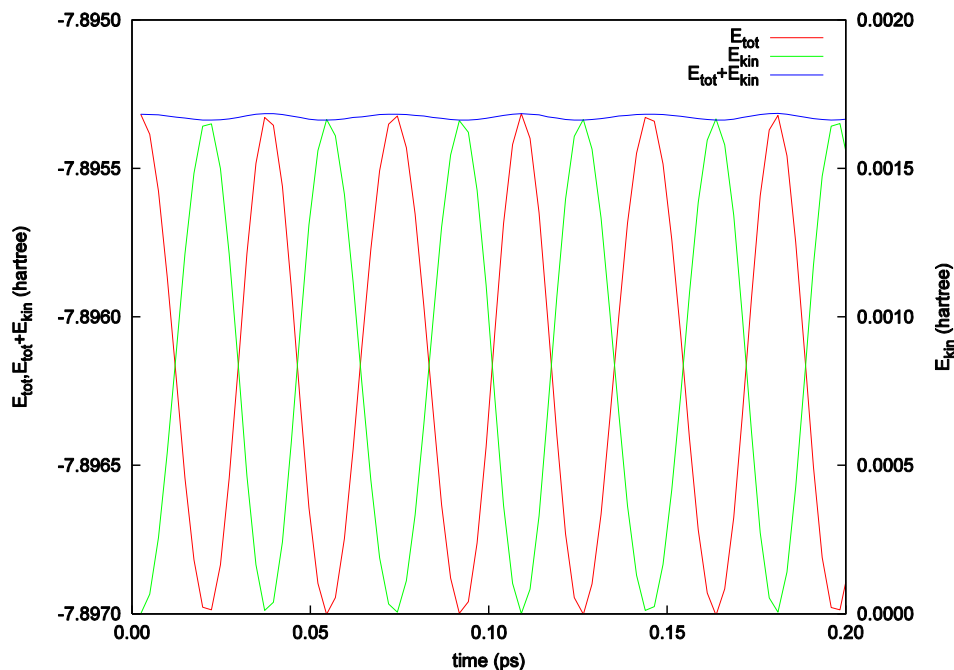


図 5.32 内部エネルギー、運動エネルギー、全エネルギーと時間の関係。

5.2.3.5 使用方法：温度一定の分子動力学シミュレーション

温度一定の分子動力学シミュレーションの入力パラメータ例です。

計算例題は、sample/molecular_dynamics/NVT です。

- 熱浴の設定

structure_evolution ブロックに temperature_control ブロックを指定します。

```
structure_evolution{
  method = temperature_control
  dt = 50.0
  temperature_control{
    thermostat{
      #tag temp qmass tdamp
      300 5000 10000
    }
  }
}
```

上記の入力例では、まず“method”変数を temperature_control としています。この変数によって温度制御を行うように指定します。ついで、“dt”変数を設定しています。これは、時間刻みの指定です。原子単位で入力します。例で示されている 50.0 という値は、約 1.2fs に相当します。

さらに、temperature_control ブロックで熱浴の設定を行っています。“thermostat”ブロックで各熱浴のパラメータを設定します。“temp”パラメータによってその熱浴の目的とする温度(ケルビン単位)、“qmass”パラメータによって熱浴の質量(原子単位)を設定します。“qmass”パラメータによって質量を直接指定するのではなく、“tdamp”パラメータによって熱浴の周期を指定し間接的に熱浴の質量を設定することも可能です。“qmass”と“tdamp”が両方設定されている場合、“qmass”が優先されます。また、いずれの指定もない場合 $50 \times dt$ の周期が実現するように熱浴の質量が設定されます。

- 熱浴の割り当て

structure ブロックの、atoms ブロックを設定する必要があります。設定例を以下に記します。

```
structure{
  ...
  atom_list{
    num_atoms = 8
    coordinate_system = internal
    atoms{
      !#tag rx ry rz element mobile weight thermo_group
      0.1159672611 0.1235205209 0.1215156388 Si 1 1 1
      -0.1329067626 -0.1264216714 -0.1225370484 Si 1 1 1
      0.1273740089 0.6305999369 0.6247606249 Si 1 1 1
      -0.1152089939 -0.6164829779 -0.6221565128 Si 1 1 1
      0.6299472943 0.1341313888 0.6253193197 Si 1 1 1
      -0.6305720382 -0.1290073650 -0.6187967685 Si 1 1 1
      0.6151271805 0.6206113965 0.1333834419 Si 1 1 1
      -0.6276524003 -0.6268549639 -0.1175099372 Si 1 1 1
    }
  }
  ...
}
```

各原子に“thermo_group”パラメータを割り振っています。このパラメータに熱浴の識別番号を設定します。なお、熱浴の識別番号は熱浴の定義順に割り振られます。また、他の属性値と同様、“#default”タグを利用することによってデフォルト値を設定することも可能です。この例では全ての原子に同じ thermo_group を設定していますが、各原子が異なる熱浴に関連付けられていても問題ありません。

5.2.3.6 使用における注意点

分子動力学シミュレーション機能に特別な制約はありません。ウルトラソフトおよび PAW 擬ポテンシャル、並列計算、継続計算に対応しています。以下の点に注意が必要です。

- 原子の質量は、通常の構造最適化においては直接系の性質を左右するものではありませんが、分子動力学シミュレーションの場合は意味のある量です。したがって、本機能を利用する場合は元素の正しい質量を指定する必要があります。PHASE における標準の質量の単位は、原子単位です。たとえば、陽子の質量は原子単位で 1822.877333 です。
- 運動エネルギーはハートリー単位で記述されますが、運動エネルギーと温度との間には $E_{\text{kin}} = \frac{3}{2} \times N_{\text{atom}} \times k_{\text{B}}T$ という関係があります。ここで運動エネルギーを E_{kin} 、原子数を N_{atom} 、ボルツマン定数を k_{B} 、瞬間的な温度を T と記述しました。従って運動エネルギーから系の温度を知りたい場合、まず運動エネルギーを原子数で割り、 3.1578×10^5 という値を掛けて(ハートリー単位から $k_{\text{B}}T$ 単位への変換)、さらに $\frac{3}{2}$ で割って下さい。
- 原子座標の更新回数は入力で指定した時間刻みの値(structure_evolution ブロック内の dt という変数で指定)を掛けること によって実時間での経過が分かります。時間の単位は入力で指定することが可能ですが、原子単位系を利用した場合(デフォルト) 2.418×10^{-17} という値を掛ければ「秒」に変換することが可能です。たとえば 100 a.u. という時間は 2.418 fs に相当します。
- 温度一定の分子動力学シミュレーションにおける、熱浴の質量 Q の値について注意点を挙げます。小さすぎる Q を採用すると、系のダイナミクスに熱浴に起因する 人為的なモードが生じてしまい、また場合によっては計算が破綻してしまいます。他方大きすぎる Q を採用すると、系が熱平衡に達するのに 多くのステップ数を必要とするようになってしまいます。
 Q の値は、系の特徴的な振動の周期と熱浴の振動の周期がおおよそ同等か、熱浴の方が長くなるように選ぶとよいとされています。熱浴の振動の周期と系の振動の周期の関係は、大雑把には次の式で評価できます (S. Nosé, Progress of Theoretical Physics Supplement No 103, 1991, pp.1-46)。

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \left(\frac{Q}{2gk_{\text{B}}T} \right)^{1/2}$$

ここで τ 、 ω はそれぞれ系の周期と周波数、 g は系の自由度($3 \times$ その熱浴に関連付けられている原子の数)、 k_{B} はボルツマン定数、 T がその熱浴の温度です。例えば、 τ を 0.05 ps、原子の数を 8、温度を 300 K として上式で Q の値を見積もると、原子単位でおおよそ 4600 程度となります。PHASE/0 では、 Q の値を直接指定することも、周期を介して間接的に指定することも可能となっています。質量の指定も周期の指定もない場合、周期が時間きざみ dt のおおよそ 50 倍となる Q の値が採用されます。

5.3 高精度な電子状態の計算

5.3.1 DFT+U 法

5.3.1.1 機能の概要

PHASE は、密度汎関数理論に基づき、ほとんどの物質の電子状態を高精度に計算することができますが、強相関電子系に対しては不正確な電子状態を与えることがあります。この原因として、密度汎関数法を適用する際に導入した局所密度近似の限界が知られています。この欠点を補う手段として、PHASE は LDA+U 法または DFT+U 法を実装しています。これは、局在電子間の斥力相互作用をオンサイトクーロン相互作用として取り込む手法です。

DFT+U 法にはいくつかの方法がありますが、PHASE では単純化された回転不変モデルを採用しています。このモデルでは、DFT+U のエネルギー汎関数 ($E_{\text{DFT+U}}$) は、局所密度近似のエネルギー汎関数 (E_{DFT}) と “+U” による補正エネルギー項の和として表されます。(後者の補正項は、ハバード補正項とも呼ばれます。) また、ハバード補正項は、各サイトにて計算された占有行列 ρ の関数です。

$$E_{\text{DFT+U}} = E_{\text{DFT}} + \frac{U_{\text{eff}}}{2} \sum_{l,m,\sigma} \left\{ \rho_{m,m}^{l\sigma} - \sum_{m'} \rho_{m,m'}^{l\sigma} \rho_{m',m}^{l\sigma} \right\}$$

ここで、 l 、 $m(m')$ 、及び σ は、原子サイト、磁気量子数、及びスピン指標に対応します。 U_{eff} は、有効的クーロン相互作用の大きさです。

占有行列は、局在軌道 (原子軌道) に電子波動関数を射影することにより計算します。

$$\rho_{m,m'}^{l\sigma} = \sum_{k,n} f_{kn}^{\sigma} \langle \Psi_{kn}^{\sigma} | \phi_m^l \rangle \langle \phi_{m'}^l | \Psi_{kn}^{\sigma} \rangle$$

ここで、 k 及び n は、それぞれ波数ベクトル及びバンド指標です。また、 f_{kn}^{σ} は電子状態 $kn\sigma$ の占有数です。

ハバード補正は、局在した軌道の縮退したエネルギー準位の分裂をもたらします。特に、軌道が完全に占有 (非占有) の場合、そのエネルギー準位は $\frac{U_{\text{eff}}}{2}$ だけ低下 (上昇) します。なお、 U_{eff} の値は、実験に一致するように取るか、或いは文献値をもとに決めます。

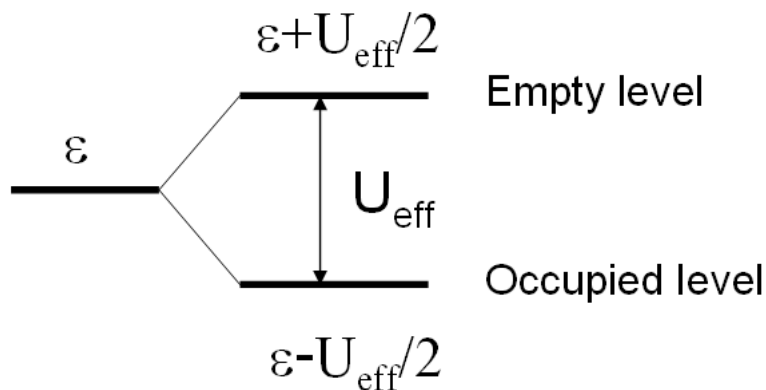


図 5.33 ハバード補正による軌道エネルギーの変化

5.3.1.2 入力パラメータ

DFT+U 法を使用するには、以下の手順が必要です。始めに、`accuracy` ブロック内に `hubbard` ブロックと `projector_list` ブロックを書き加えます。前者では有効クーロン相互作用エネルギーの値(`ueff`)を指定します。なお、`sw_hubbard=on` は、ハバード補正を行うことを宣言するために記述します。後者では、占有行列の計算で使用する原子軌道の有効半径を指定します。`no` はプロジェクター番号、`group` はプロジェクターのグループ番号、`radius` は有効原子半径、`l` は方位量子数です。`hubbard` ブロックで指定したプロジェクター番号は、`projector_list` ブロックで指定したプロジェクター番号に対応することにご留意ください。

```
accuracy{
  ...
  hubbard{
    sw_hubbard = on
    projectors{
      #units eV
      #tag no ueff
          1 10.0
    }
  }
  projector_list{
    projectors{
      #tag no group radius l
          1 1 2.75 2
    }
  }
  ...
}
```

次に、`structure` ブロックにて、ハバード補正を適用する原子を指定します。`proj_group` で指定する番号は、`accuracy` ブロックで定義したプロジェクター番号に対応します。ハバード補正を行わない原子には、`proj_group` として 0 を割り当てます。なお、異種元素に対して、同一の `proj_group` 値を割り当てることは出来ません。

```
structure{
  ...
  atom_list{
    coordinate_system = internal ! {cartesian|internal}
    atoms{
      !#default mobile=no
      !#tag rx ry rz element proj_group
          0.0 0.0 0.0 Sr 0
          0.5 0.5 0.5 Ti 1
          0.0 0.5 0.5 O 0
          0.5 0.0 0.5 O 0
          0.5 0.5 0.0 O 0
    }
  }
  ...
}
```

DFT+U 法による計算は、しばしば局所極小へ電子状態が収束してしまいます。異なる波動関数ソルバーや電荷密度ミキサーによる計算を複数回行い、このような状況に陥っていないことを確認することを推奨します。

5.3.1.3 計算結果の出力

`phase` を実行します。

全エネルギーの出力とその成分の出力のあとにハバードエネルギー(HE)とハバードポテンシャルエネルギー(HP)が追加で出力されます。

| | | | | | |
|------------------|------------|-----------|------------------|--------|--------------|
| TOTAL ENERGY FOR | 2 | -TH ITER= | -79.756461901287 | edel = | 0.482992D+01 |
| KI= | 45.2522902 | HA= | 125.6089055 | XC= | -43.2979227 |
| NL= | 19.3280980 | EW= | -92.0686823 | PC= | 12.2272681 |
| EN= | 0.0000000 | EN= | 0.0000000 | | |
| HE= | 0.2533348 | HP= | 0.6709743 | | |

また、ハバード補正を行った原子上の占有行列の各要素が出力されます。is はスピンの番号, ia は原子の番号, l は方位量子数を意味します。なお、占有行列の次元は $(2l+1) \times (2l+1)$ です。この行列の (m,m') 成分は、磁気量子数 m 及び m' ($1 \leq m,m' \leq 2l+1$) の原子軌道間における占有行列の要素に対応します。なお、各軌道の性格は、表 5.1 に表記しています。Printout ブロックで iprihubbard を 2 以上に設定している場合、占有行列を対角化することにより得られる、各原子軌道の占有数が出力されます。占有数は ":" の左側に、対応する固有ベクトルは右側に表示されます。

| | | | |
|---|--------|-------|--------|
| Occupation Matrix: is, ia, l= | 1 | 2 | 2 |
| 0.583 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.583 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.529 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.529 |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.529 |
| Diagonalizing Occupation Matrix: is, ia, l= | 1 | 2 | 2 |
| 0.529: | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| 0.529: | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 0.529: | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.583: | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 0.583: | -1.000 | 0.000 | 0.000 |

Occmat.data というファイルには、計算が終了する直前の SCF iteration における占有行列の要素が出力されます。

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 16 : num_om | | | |
| | | | |
| 1 | 3 | 1 | 3 |
| 0.17441054E+01 | -0.20464246E-02 | -0.99899010E-03 | |
| -0.20464246E-02 | 0.17539484E+01 | -0.39442624E-02 | |
| -0.99899010E-03 | -0.39442624E-02 | 0.17529809E+01 | |
| 1 | 4 | 1 | 3 |
| 0.17365161E+01 | -0.12145064E-01 | -0.11970673E-01 | |
| -0.12145064E-01 | 0.17903944E+01 | -0.85524320E-02 | |
| -0.11970673E-01 | -0.85524320E-02 | 0.17856965E+01 | |
| | | | |

1 行目の num_om は、生成された占有行列の数を意味します。2 行目以降は、ハバード補正を行った原子における占有行列の要素が出力されます。is はスピンの番号, ia は原子の番号, iproj はプロジェクター番号, it は原子種の番号, l は方位量子数を意味します。出力される占有行列の数は、num_om に一致しています。

占有行列 $n^{\sigma,i,p}$ は $2l+1$ 行 $2l+1$ 列の行列形式で記述します。

$$\begin{array}{cccc}
 n_{1,1}^{\sigma,i,p} & n_{1,2}^{\sigma,i,p} & \cdots & n_{1,2l+1}^{\sigma,i,p} \\
 n_{2,1}^{\sigma,i,p} & n_{2,2}^{\sigma,i,p} & \cdots & n_{2,2l+1}^{\sigma,i,p} \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 n_{2l+1,1}^{\sigma,i,p} & n_{2l+1,2}^{\sigma,i,p} & \cdots & n_{2l+1,2l+1}^{\sigma,i,p}
 \end{array}$$

行列の添え字は磁気量子数を表します。各方位量子数 l での添え字と軌道の性格との対応を表 5.1 に示します。

occmat.data は計算を継続する場合や、占有行列の初期値を与える場合必要となります

表 5.1 占有行列の添え字と軌道の性格の対応表

| 占有行列の添え字 | $l = 0$ | $l = 1$ | $l = 2$ | $l = 3$ |
|----------|---------|---------|--------------|------------------|
| 1 | s | x | $3z^2 - r^2$ | $z(5z^2 - 3r^2)$ |
| 2 | | y | $x^2 - y^2$ | $x(5z^2 - 3r^2)$ |
| 3 | | z | xy | $y(5z^2 - 3r^2)$ |
| 4 | | | yz | $z(x^2 - y^2)$ |
| 5 | | | zx | xyz |
| 6 | | | | $x(x^2 - 3y^2)$ |
| 7 | | | | $y(3x^2 - y^2)$ |

5.3.1.4 計算例：立方晶 SrTiO3

立方晶 SrTiO3 の計算例です。

- DFT+U/SrTiO3/cubic+u (U_{eff} は、Ti 3d 軌道に対して 10 eV)
- DFT+U/SrTiO3/cubic (U_{eff} は 0 eV)

これらの計算結果を図 5.34 に示します。

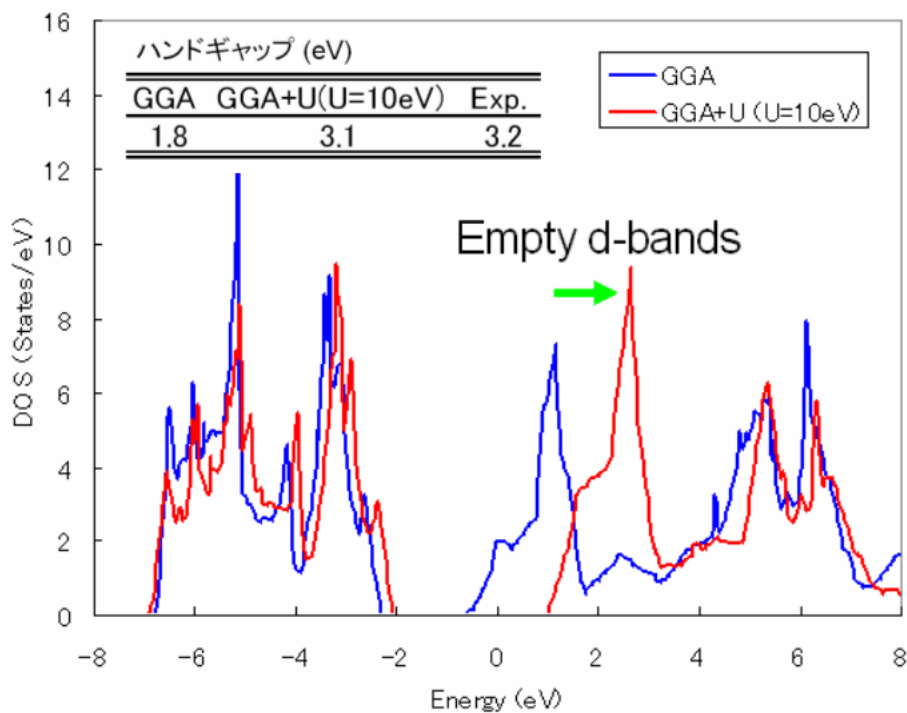


図 5.34 SrTiO3 の状態密度

5.3.1.5 計算例：立方晶 LaVO3

立方晶 LaVO3 の計算例です。

- DFT+U/LaVO3/cubic+u (U_{eff} は La 4f 軌道に対して 20 eV)
- DFT+U/LaVO3/cubic (U_{eff} は 0 eV)

U_{eff} が 0 eV のときは、4f 軌道によるバンドはフェルミレベルの上 1.5eV 上に現れますが、 U_{eff} を 20eV とすると 8eV 下に現れます。

5.3.1.6 計算例：斜方晶 LaVO3

斜方晶 LaVO3 の計算例です。

- DFT+U/LaVO3/orthrombic+u (U_{eff} は、V 3d 軌道は 5 eV、La 4f 軌道は 20 eV)
- DFT+U/LaVO3/orthrombic (U_{eff} は 0 eV)

DFT+U 計算では V 原子上の磁気モーメントが反強磁性的に配列します。

5.3.1.7 立方晶 FeO

立方晶 FeO の計算例です。この計算例は、occmat.data ファイル内の数字を占有行列の初期値として利用するものです。

- DFT+U/FeO/gga+u (U_{eff} は Fe 3d 軌道に対して 5 eV)
- DFT+U/FeO/gga (U_{eff} は 0 eV)

アップスピンに対しては占有行列の対角要素が 1、ダウンスピンに対しては $3z^2 - r^2$ 軌道以外の対角要素が 0 に設定されています。 U_{eff} が 0 eV では $3z^2 - r^2$ 軌道の性格を持つ d バンドがフェルミレベルより上に現れますが、ハバード補正では下に現れます。また、ハバード補正によりバンドギャップが開きます。

5.3.2 ハイブリッド汎関数

5.3.2.1 機能の概要

局所密度近似 (local density approximation=LDA) を改善する手法には一般勾配近似 (generalized gradient approximation=GGA) のほかに、Hartree-Fock 交換汎関数を一定量取り入れるハイブリッド汎関数法があります。PHASE/O では、PBE0[1-4]と HSE06[5-8]の二種類の汎関数が使えます。

厳密交換エネルギー (Hartree-Fock 交換エネルギー) E_x^{exact} は、 $\{\mathbf{k}, \nu, \sigma\}$ で指定される {サンプリング \mathbf{k} 点、バンド、スピン状態} の波動関数 $\psi_{\mathbf{k}\nu\sigma}(\mathbf{r})$ を用いて

$$E_x^{\text{exact}} = -\frac{1}{2} \sum_{\sigma} \sum_{\mathbf{k}\nu, \mathbf{k}'\nu'}^{\text{occ}} \int d\mathbf{r}_1 \int d\mathbf{r}_2 \left[\frac{\psi_{\mathbf{k}\nu\sigma}^*(\mathbf{r}_1) \psi_{\mathbf{k}'\nu'\sigma}(\mathbf{r}_1) \psi_{\mathbf{k}'\nu'\sigma}^*(\mathbf{r}_2) \psi_{\mathbf{k}\nu\sigma}(\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} + \sum_{ij} \frac{Q_{ij}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \langle \psi_{\mathbf{k}\nu\sigma} | \beta_i \rangle \langle \beta_j | \psi_{\mathbf{k}'\nu'\sigma} \rangle}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \right] \quad (1)$$

で与えられます。ここで、 ν, ν' に関する和は占有状態に限られます。また、2行目の Q_{ij} を含む項は欠損電荷に由来し、ウルトラソフト擬ポテンシャル利用時に現れます。

PBE0 汎関数は α をパラメータとして

$$E_{xc}^{\text{PBE0}} = \alpha E_x^{\text{exact}} + (1 - \alpha) E_x^{\text{PBE}} + E_c^{\text{PBE}} \quad (2)$$

と定義されます[1-4]。ここで、 E_x^{PBE} は PBE 交換汎関数で、 E_c^{PBE} は PBE 相関汎関数です。 $\alpha = \frac{1}{4}$ がよく使われる値です。

ハイブリッド汎関数には、このほかに交換汎関数 E_x^{exact} をスクリーニングして加える HSE 汎関数 E_{xc}^{HSE} があります。これは、

$$E_{xc}^{\text{HSE}} = \alpha E_x^{\text{exact,SR}}(\omega) + (1 - \alpha) E_x^{\text{PBE,SR}}(\omega) + E_x^{\text{PBE,LR}}(\omega) + E_c^{\text{PBE}} \quad (3)$$

の形式で表されます[5-8]。 ω は短距離相互作用が働く範囲を制御する調整パラメータで、 $\omega = 0$ で E_{xc}^{PBE0} に等しく、 $\omega \rightarrow \infty$ で漸的に E_x^{PBE} に近づきます。

HSE06 汎関数を利用すると、分子の場合はセルサイズ、結晶の場合は \mathbf{k} 点分割数に対する収束性が、PBE0 汎関数を利用する場合に比較してよくなります。つまり同じ収束性を得るための計算負荷が相対的に小さくなります。計算精度を保ちながら計算負荷を節約できる値として、 ω には 0.1(Bohr⁻¹)程度の値がよく使われます。

5.3.2.2 入力パラメータ

Hybrid 汎関数で電子状態計算を行うには、以下のように指定します。

```
accuracy{
  ksampling{
    method = gamma
  }
  base_reduction_for_GAMMA = OFF
  base_symmetrization_for_GAMMA = OFF
}
xctype = ggapbe
```

```

hybrid_functional{
sw_hybrid_functional = ON
functional_type = HSE06 ! {PBE0 | HSE06 | HF}
  alpha = 0.25
  omega = 0.106
}
}

```

この例の場合は、HSE06 汎関数を指定したことになります。HSE06 のほか、PBE0、HF を指定することが可能です。例では、sampling k 点は Γ 点 (method=gamma) を指定していますが、ほかに格子状 sampling (method=mesh) あるいは Monkhorst-Pack によるスペシャル k 点 sampling (method=monk) を指定することもできます。パラメータ alpha は(2)、(3)式に現れる厳密交換相互作用の混合率 α で、デフォルトの値は 0.25 です。Omega は(3)式に現れる遮蔽パラメーター ω で、デフォルト値は 0.106 bohr⁻¹ です。

相関相互作用を取り除いて、Hartree-Fock 計算を行う場合は以下のように設定します。

```

accuracy{
  hybrid_functional{
    sw_hybrid_functional = ON
    functional_type = HF
  }
}

```

ただし、Hartree-Fock 計算の収束は PBE0 と比べても著しく遅くなります。

PBE 汎関数を使って収束させた波動関数と電荷密度がある場合、これを hybrid 汎関数計算の初期波動関数と初期電荷とすることができます。そのための入力例を次に示します。必須ではありませんが、ハイブリッド汎関数法は通常の GGA よりもはるかに多くの計算時間がかかるので、このように設定し少しでも収束回数を減らすことを推奨します。

```

accuracy{
  initial_wavefunctions = file
  initial_charge_density = file
}

```

このように計算を遂行する場合、計算に先だって PBE 汎関数計算の波動関数ファイル(zaj.data)と電荷密度ファイル(nfchg.data)を作業ディレクトリーに必ずコピーします。

ハイブリッド汎関数法は、バンドおよび k 点の 2 重ループの処理があります。このうち、内側の k 点に関するループは計算精度にさほど影響がない場合があります。そこで、この内側の k 点ループを“間引く”ことによって計算量を減らす機能が PHASE には備わっています。この機能を利用するには、以下のように記述します。

```

accuracy{
  ksampling{
    method = mesh
    mesh{
      nx = 4
      ny = 4
      nz = 4
    }
  }
  hybrid_functional{
    reduction_factor{
      f1 = 2
      f2 = 2
      f3 = 2
    }
  }
}

```

変数 f_1, f_2, f_3 によって nx, ny, nz をそれぞれ何分の一にするかを指定します。この例では、それぞれの方向の内側ループのメッシュ数が $1/2$ になります。

※ 以下の機能は 2 軸並列版においてのみ利用可能です

ウルトラソフト擬ポテンシャルを利用する場合、ハイブリッド汎関数計算の演算時間のほとんどがウルトラソフト擬ポテンシャル特有の電荷密度構成（欠損電荷密度。(1)式中の Q_{ij} ）に由来する処理に費やされます。ハイブリッド汎関数計算においては、欠損電荷の高周波数成分（Gの大きい成分）を省くことによって、計算精度に大きな影響を及ぼさずに高速化することが可能です。PHASE/0 でこの機能を利用するには、変数 `charge_mesh` を利用します。

```
accuracy{
  hybrid_functional{
    charge_mesh = fine
  }
}
```

変数 `charge_mesh` には、`exact, fine, moderate, coarse` のいずれかを指定します。`exact` を指定すると欠損電荷のすべての波数成分を考慮します。`fine, moderate, coarse` の順に考慮する成分が少なくなります。`charge_mesh` のデフォルト値は `fine` です。

ウルトラソフト擬ポテンシャルを利用している場合、欠損電荷に由来する処理を実空間で行うことによって高速化することも可能です。それには、次のように設定します。

```
accuracy{
  hybrid_functional{
    sw_rspace = on
  }
}
```

通常、ハイブリッド汎関数法における欠損電荷の処理は $O(N^4)$ の時間がかかりますが、実空間法を利用することによってこの時間を $O(N^3)$ にすることができるので、ある程度大きな系では必須の指定となります。上述の `charge_mesh` パラメーターは、逆空間の場合と同じ様に利用することが可能です。

5.3.2.3 計算例

(1) 水素分子

水素分子の PBE 計算、PBE0 計算、Hartree-Fock 計算の計算例題は、`samples/hybrid/H2` 以下のディレクトリ `PBE, PBE0, HF` です。`go_h2.sh` を実行すると、これらの計算を順番に実行します。これらの結果と `Gaussian03` の結果との比較を図 5.35 に示します。

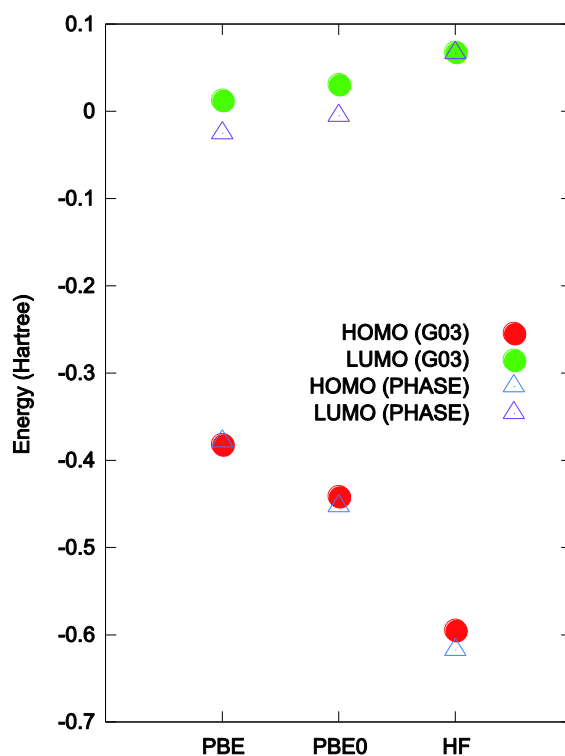


図 5.35 PBE 汎関数法, PBE0 汎関数法, Hartree-Fock 法による水素分子の HOMO 準位と LUMO 準位のエネルギーが Gaussian03 (G03) の結果と比較して示されている。

(2) 水分子

水分子の PBE 計算, PBE0 計算例題は, samples/hybrid/H2O 以下のディレクトリの PBE, PBE0 です。go_h2o.sh を実行すると、これらの計算を順番に実行します。これらの結果と Gaussian03 の結果との比較を図 5.36 に示します。

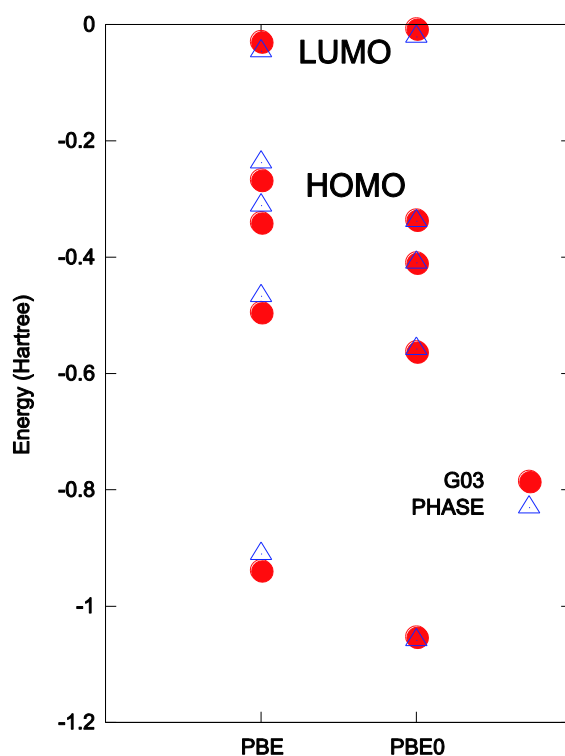


図 5.36 PBE 汎関数法, PBE0 汎関数法による水分子のエネルギー準位が Gaussian03 (G03) の結果と比較して示

されている。

(3) シリコン結晶

シリコン結晶の状態密度の計算を、PBE, PBE0, HSE06 で実行する例題が `samples/hybrid/Si` 以下にあります。計算を実行すると得られる状態密度図を図 5.37 に、得られるバンドギャップを表 5.2 に示します。

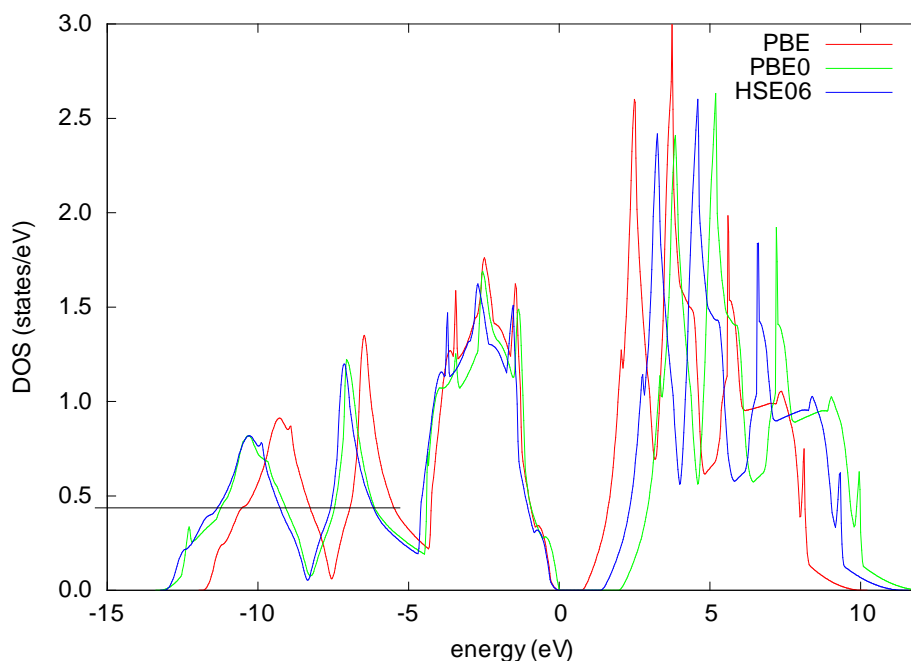


図 5.37 PBE, PBE0, HSE06 汎関数によって得られた Si 結晶の状態密度

表 5.2 各汎関数によって得られるバンドギャップの比較

| 汎関数 | バンドギャップ (eV) |
|-------|--------------|
| PBE | 0.7 |
| PBE0 | 1.9 |
| HSE06 | 1.3 |

`samples/hybrid/Si_k10` は、k 点メッシュを $10 \times 10 \times 10$ とした例題です。非常に時間のかかる計算ですが、より精密な状態密度図が得られます。

5.3.2.4 使用における注意点

- ハイブリッド汎関数法は反転対称性を利用する高速化機能が使えません。反転対称性を有する系であっても `sw_inversion` パラメータを `on` とすると計算が破綻しますので、この設定はしないでください。

5.3.2.5 参考文献

- [1] J. P. Perdew, M. Ernzerhof, and K. Burke, *J. Chem. Phys.* **105** (1996) 9982.
- [2] M. Ernzerhof, J. P. Perdew, and K. Burke, *Int J. Quantum Chem.* **64** (1997) 285.
- [3] M. Ernzerhof and G. E. Scuseria, *J. Chem. Phys.* **110** (1999) 5029.
- [4] C. Adamo and V. Barone, *J. Chem. Phys.* **110** (1999) 6158.
- [5] J. Heyd, G. E. Scuseria, and M. Ernzerhof, *J. Chem. Phys.* **118** (2003) 8207.
- [6] J. Heyd and G. E. Scuseria, *J. Chem. Phys.* **120** (2004) 7274.
- [7] J. Heyd and G. E. Scuseria, *J. Chem. Phys.* **121** (2004) 1187.
- [8] J. Heyd, G. E. Scuseria and M. Ernzerhof, *J. Chem. Phys.* **124** (2006) 219906.

5.3.3 ファンデルワールス相互作用（非局所相関項）

5.3.3.1 機能の概要

非局所相関項を第一原理的に計算する手法（van der Waals density functional (vdW-DF)）を利用した計算機能について説明します。PHASE でも採用されている一般化された密度勾配近似：Generalized Gradient Approximation (GGA)では非局所相関項が考慮されていないために、例えば積層グラファイトの層間凝集エネルギーなどを正確に計算することができません。本節で取り上げる計算機能はGGAのこの欠点を補うために用意されたもので、これを用いることでvan der Waals相互作用が大きく寄与する系の全エネルギーや電子状態もより正確に計算できるようになります。また、このvdWDFは第一原理的な手法を利用して経験的なパラメータ等を用いていないので、任意の形状の系に対して簡単に適用することができます。

5.3.3.2 非局所相関項を含めた全エネルギー計算

(1) 理論概要

● 基本理論

プログラムvdW.F90では非局所相関項 E_c^{nl} を計算します。この E_c^{nl} に、GGAで得られる交換項 E_x^{GGA} とLDAから得られる交換項 E_c^{LDA} を足し合わせることで「非局所相関項も考慮した交換相関項」を導出します。すなわち、交換相関エネルギー E_{xc} は

$$E_{xc} = E_x^{GGA} + E_c^{LDA} + E_c^{nl} \quad (1)$$

となります。このうち右辺第3項の計算が最も困難で、vdWではDionら[1]によって開発された理論手法に習って数値計算されます。この理論手法では非局所相関項を

$$E_c^{nl} = \frac{1}{2} \int d\mathbf{r}_i d\mathbf{r}_k \rho(\mathbf{r}_i) \phi(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_k) \rho(\mathbf{r}_k) \quad (2)$$

として計算します。被積分関数に位置変数が2つ（ \mathbf{r}_i と \mathbf{r}_k ）あるこの式では、GGAやLDAと違って、離れた位置にある電荷密度同士（ $\rho(\mathbf{r}_i)$ と $\rho(\mathbf{r}_k)$ ）の相互作用も考慮しています。2変数関数 $\phi(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_k)$ は

$$\phi(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_k) = \frac{2}{\pi^2} \int_0^\infty da db a^2 b^2 W T \quad (3)$$

のように書けます。ここで、

$$W(a, b) = \frac{2}{a^3 b^3} [(3 - a^2)b \cos b \sin a + (3 - b^2)a \cos a \sin b + (a^2 - b^2 - 3) \sin a \sin b - 3ab \cos a \cos b] \quad (4)$$

です。また、

$$T[x_i(a), x_i(b), x_k(a), x_k(b)] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x_i(a) + x_i(b)} + \frac{1}{x_k(a) + x_k(b)} \right] \times \left[\frac{1}{(x_i(a) + x_k(a))(x_i(b) + x_k(b))} + \frac{1}{(x_i(a) + x_k(b))(x_i(b) + x_k(a))} \right] \quad (5)$$

と定義されます。さらに各変数は

$$x_j(a) = \frac{a^2}{2} \times \frac{1}{1 - \exp\left(-\frac{4\pi a^2}{9d_j^2}\right)}, \quad (6)$$

$$d_j = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k| q_0(\mathbf{r}_j), \quad (7)$$

$$q_0(\mathbf{r}_j) = -\frac{4\pi}{3} \epsilon_{xc}^{LDA} \rho(\mathbf{r}_j) - \frac{Z_{ab}}{9} \left\{ \frac{\nabla \rho(\mathbf{r}_j)}{2k_F(\mathbf{r}_j) \rho(\mathbf{r}_j)} \right\}^2 k_F(\mathbf{r}_j), \quad (8)$$

$$k_F^3(\mathbf{r}_j) = 3\pi^2 \rho(\mathbf{r}_j) \quad (j = i \text{ or } k) \quad (9)$$

となっており、これからわかるように電荷密度分布を唯一の入力情報とした汎関数となるように設計されています。ここで式(8)の定数 $Z_{ab} = -0.8491$ は第一原理的に決定された係数です。局所密度近似による交換相関エネルギー

ギー密度 ϵ_{xc}^{LDA} は O. Gunnarsson *et al*[2]によるものを用いています。これら一連の式は plasmon-pole model をもとに設計されたものであり、そのため van der Waals 相互作用に代表される非局所相関項を含む全エネルギーが比較的 low 計算コストで非経験的に得られるようになっています。

さらに効率的に数値計算を行うために、式(2)の2変数関数 $\phi(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_k)$ を計算するアルゴリズムが変更されました。この2変数関数 $\phi(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_k)$ は直接には d_i と d_k にしか依存しないため、 $d = D(1+\delta)$, $d = D(1-\delta)$ と新たに定義された2変数 D , δ を用いて $\phi(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_k)$ を $\phi(D, \delta)$ として予め計算された数値セットを用意するようにしました。これによって用意したグリッド点数に応じて式(3)の2重積分を逐一行う必要がなくなるため数値計算量が大幅に削減されています。

- 特異点周辺の数値積分

式(6)で変数 $a = 0$ かつ $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_k$ の場合は数値計算によって $x_j(a)$ を決定するのは困難です。このため式(2)の数値積分も特異点を含むことになるため、難しくなります。そこで $|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k| \ll 1$ の領域では電荷密度を $\rho(\mathbf{r}_i) = \rho(\mathbf{r}_k)$ と仮定して \mathbf{r}_k 積分の外に出すことにします。これによって式(2)のうち、 \mathbf{r}_i を中心にした微小半径 η_i の球内での \mathbf{r}_k 積分を

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_{\eta_i} d\mathbf{r}_k \rho(\mathbf{r}_i) \phi(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_k) \rho(\mathbf{r}_k) &\cong \frac{1}{2} \frac{4\pi\eta_i^3}{3} \rho^2(\mathbf{r}_i) \int_{\eta_i} d\mathbf{r}_k \phi(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_k) \\ &= \frac{1}{2} \frac{4\pi\eta_i^3}{3} \rho^2(\mathbf{r}_i) \times 4\pi \int_0^{\eta_i} dr_{ik} \phi(d_i, d_k) \\ &= \frac{1}{2} \frac{4\pi\eta_i^3}{3} \rho^2(\mathbf{r}_i) \times 4\pi \int_0^{\eta_i q_0} dD \phi(D) \frac{D^2}{q_0^3} \end{aligned} \quad (10)$$

と単純にすることができます。ただし、 $r_{ik} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_k|$ としています。ここで2行目から3行目へは、 $D \equiv q_0 r_{ik} (= d_i = d_k)$ を定義して変数変換を用いています。3行目の被積分関数は特異点を含まないため、これで数値積分を実行することができます。

- 無限周期系への拡張

本手法では電荷密度分布情報を実空間表記で入力し、そのまま計算を進めていくためにこのままでは有限サイズの計算対象に向けた手法となっています。逆に無限周期系を計算するには十分に \mathbf{r}_i と \mathbf{r}_k が離れた場合まで式(2)の数値積分を行わなくてはならず、非常に計算効率が悪くなります。特に van der Waals 相互作用は遠距離においてもその寄与はなだらかにしか減衰しません。そこで漸近関数を用いることで、本手法をこの無限周期系にも対応できるようにしました。式(2)の被積分関数にある2変数関数 $\phi(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_k)$ は \mathbf{r}_i と \mathbf{r}_k が十分に離れた場合には

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_k) &\rightarrow -\frac{12 \left(\frac{4\pi}{9}\right)^3}{d_i^2 d_k^2 (d_i^2 + d_k^2)} \\ &= -\frac{C}{r_{ik}^6} \times \frac{1}{q_0^2(r_i) q_0^2(r_k) (q_0^2(r_i) + q_0^2(r_k))} \\ &= -\frac{C}{r_{ik}^6} \times \psi[\rho(\mathbf{r}_i) \rho(\mathbf{r}_k)] \end{aligned} \quad (11)$$

のような漸近関数に近似できることがその定義からわかります。ただし $C = 12(4\pi/9)^3$ 。この漸近関数には式(3)のような積分演算が含まれていないため非常に簡単に数値計算が行えるという利点があります。この式の3行目のうち ‘×’ の前の分数は \mathbf{r}_k の増加に応じて単純に減衰していく漸近項で、これに対して ‘×’ の後ろの $\psi[\rho(\mathbf{r}_i), \rho(\mathbf{r}_k)]$ は式(8)からわかるように直接的には電荷密度しか変数を持たないため、周期系物質においては周期的な項となっています。このことを考慮すると、式(2)のうち、 \mathbf{r}_i と \mathbf{r}_k が十分に離れた場合 ($r_{ik} > \eta$) には次のように積分を単純化できます。すなわち

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_{r_{ik} > \eta} d\mathbf{r}_i d\mathbf{r}_k \rho(\mathbf{r}_i) \phi(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_k) \rho(\mathbf{r}_k) &\cong \frac{1}{2} dv^2 \sum_{\substack{r_i \in \\ \text{unitcell}}} \sum_{\substack{r_k \in \\ (r_{ik} > \eta)}} \rho(\mathbf{r}_i) \phi(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_k) \rho(\mathbf{r}_k) \\ &= \frac{1}{2} dv^2 \sum_{\substack{r_i, r_k \in \\ \text{unitcell}}} \sum_{\substack{t_{xyz} \in \\ (|\mathbf{r}_k + \mathbf{t}_{xyz} - \mathbf{r}_i| > \eta)}} \rho(\mathbf{r}_i) \phi(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_k + \mathbf{t}_{xyz}) \rho(\mathbf{r}_k + \mathbf{t}_{xyz}) \end{aligned} \quad (12)$$

$$= -\frac{C}{2} dv^2 \sum_{\substack{r_i, r_k \in \\ \text{unitcell}}} \rho(\mathbf{r}_i) \psi[\rho(\mathbf{r}_i), \rho(\mathbf{r}_k)] \rho(\mathbf{r}_k) \sum_{\substack{\mathbf{t}_{xyz} \in \\ |\mathbf{r}_k + \mathbf{t}_{xyz} - \mathbf{r}_i| > \eta}} \frac{1}{r_{xyz}^6}$$

と関数を分けることができます。ここで dv は数値計算を行う際のグリッド点に囲まれる最小直方体体積で、 \mathbf{t}_{xyz} は格子点同士を結ぶ結晶ベクトルです。この式3行目の総和のうち左側は \mathbf{r}_i と \mathbf{r}_k の範囲がユニットセル内に限定されているので、計算コストは限定的です。一方、右側は $1/r_{xyz}^6$ が実質無視できるほど小さくなるまで広範囲に渡って総和することになります。しかし、そもそも関数型が非常に単純な上に、電荷密度分布 $\rho(\mathbf{r})$ とは無関係で、グリッド点の空間配置のみによって決まる値なので予め求めておけばよいものです。

以上のように漸近関数を使ってさらに式(12)のように積分順序を工夫することによって、実質無限遠の寄与まで効率よく考慮することができ、これによって本手法を無限周期系にも適用できるようにしています。

- 3次スプライン補間と畳み込み積分を利用した高速化

Dion らによるもともとの手法では、空間の2重積分を直接行うため膨大な演算量が必要とされます。そこで、Román-Pérez と Soler によって、スプライン補間と畳み込み積分を利用したより高速なアルゴリズムが開発されました(Guillermo Román-Pérez and José M. Soler, Phys. Rev. Lett. **103** 096102 (2009))。PHASE/0 はこの方法によって実際の計算を行います。

この方法では、まずカーネル関数を3次のスプライン補間によって展開します。

$$\begin{aligned} \phi(d, d') &= \phi(q|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|, q'|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|) \\ &= \sum_{\alpha\beta} \phi(q_\alpha|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|, q_\beta|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|) p_\alpha(q) p_\beta(q'). \end{aligned}$$

$\theta_\alpha(\mathbf{r}) \equiv p_\alpha(q)\rho(\mathbf{r})$ を導入すると、2重積分は以下のように畳み込み積分に変形することができます。

$$\begin{aligned} E_c^{\text{nl}} &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} \iint d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \theta_\alpha(\mathbf{r}) \theta_\beta(\mathbf{r}') \phi_{\alpha\beta}(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|) \\ &= \frac{\Omega}{2} \sum_\alpha \sum_{\mathbf{G}} \theta_\alpha^*(\mathbf{G}) \theta_\beta(\mathbf{G}) \phi_{\alpha\beta}(|\mathbf{G}|), \\ \theta_\alpha(\mathbf{G}) &= \int d\mathbf{r} \theta_\alpha(\mathbf{r}) \exp[-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}], \\ \phi_{\alpha\beta}(|\mathbf{G}|) &= \frac{4\pi}{|\mathbf{G}|} \int r \phi_{\alpha\beta}(r) \sin[|\mathbf{G}|r] dr. \end{aligned}$$

このように変形すると、上式から分かるように高速フーリエ変換を利用して処理できるようになり、大幅な高速化が達成できます。

SCF 計算に組み込む場合、通常通りエネルギーを電子密度で汎関数微分します。

$$\begin{aligned} v_c^{\text{nl}}(\mathbf{r}) &= \sum_\alpha \left(u_\alpha(\mathbf{r}) \frac{\delta\theta_\alpha(\mathbf{r})}{\delta\rho(\mathbf{r})} + \sum_{\mathbf{r}'} u_\alpha(\mathbf{r}') \frac{\delta\theta_\alpha(\mathbf{r}')}{\delta|\nabla\rho(\mathbf{r}')|} \frac{\delta|\nabla\rho(\mathbf{r}')|}{\delta\rho(\mathbf{r})} \right), \\ u_\alpha(\mathbf{r}) &= \sum_\beta \sum_{\mathbf{r}'} \theta_\beta^*(\mathbf{r}') \phi_{\alpha\beta}(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|). \end{aligned}$$

$u_\alpha(\mathbf{r})$ も畳み込み積分になっているので、逆空間で計算し、逆FFTを行うことによって計算することが可能です。

- アルゴリズム

非局所相関項 (van der Waals 項) を含めた全エネルギー計算は、交換相互作用はGGA、局所的な相関相互作用はLDA、そして非局所的な相関相互作用はここまで説明したvdWDF理論を利用して行われます。計算方法と

しては、この計算をすべてセルフコンシステントに行う方法と、交換相互作用は GGA, 相関相互作用は LDA を採用した変則的な汎関数を利用して収束解を得たあとにポスト处理的に vdWDF 効果を取り込む、という方法があります。PHASE/0 では前者を“SCF 版”, 後者を“ワンショット版”と呼んでいます。ワンショット版は最後に 1 度 vdW の処理を行うのみなので、SCF 版と比較すると高速です。エネルギーを求めることのみが目的の場合ワンショット版でも多くの場合十分な精度が得られます。ただし、vdW エネルギー由来の原子間力も計算したい場合は SCF 版を採用する必要があります。

(2) 使用方法

利用の前提として、GGAPBE 汎関数に対応した擬ポテンシャルファイルを用意する必要があります (公開擬ポテンシャルは、ほぼすべて GGAPBE に対応しています)。その上で、以下のような設定を行います。

```
accuracy{
  xctype = vdwdf
  vdwdf{
    mode = scf
  }
}
```

accuracy ブロックの下の xctype 変数に vdwdf を指定すると、vdWDF による計算が行われます。さらに、vdwdf ブロックの下の変数 mode に SCF 版を利用する場合は scf を、ワンショット版を利用する場合は oneshot を指定します。変数 mode のデフォルト値は oneshot です。

結果は、通常の計算と変わりません。nfefn.data ファイルにはエネルギーの履歴が、nfdynm.data ファイルには原子座標の履歴が記録されます。ワンショット版を利用している場合は、output000 ファイルに記録される途中のエネルギーと nfefn.data ファイルで報告されるエネルギーが異なる点には注意が必要です。ワンショット版の場合、途中に記録されるエネルギーは交換相互作用に GGA, 相関相互作用に LDA を利用した変則的な汎関数による結果だからです。ワンショット版の場合、計算収束し、vdWDF の計算が終わったあと、以下のように結果が output000 ファイルに報告されます。

```
vdW energy      :      0.0668443126 hartree
--> total energy :     -22.8808219651 hartree
```

nfefn.data ファイルに記録されるエネルギー値は、vdWDF のエネルギーも含んだエネルギー値です。

5.3.3.3 計算例：積層グラファイトの全エネルギー計算

(1) はじめに

ここでは実際に本ルーチン (vdW) を用いた vdW-DF 計算の例を挙げます。計算対象は GGA や LDA では正確に計算できない典型例である、積層グラファイト (A-B stacking) の全エネルギーの層間距離依存性としました。通常の GGA の範囲内でこの系の全エネルギー曲線を計算するとエネルギー的に安定な平衡点は現れず、結果的に各グラファイト層は互いに無限遠まで離散するという解釈になってしまいます。本来は適当な層間距離でエネルギー的に明確な安定点が存在するため、GGA によるこの解釈は定性的に間違っています。これは、非局所的な相互作用である van der Waals 相互作用を GGA が全く考慮できていないことに主な要因があり、本計算機能を利用することでこの間違いが修正されることを確認します。

(2) 計算条件

本計算では、実験値や他の理論計算の報告例が豊富にある A-B stacking 型の積層グラファイトを対象にしました。ユニットセル内に 8 個 (2 層分) の炭素原子を含みます。グラファイトの積層方向に z 軸をとってセルサイズは $4.3 \times 2.5 \times d (=x \times y \times z [\text{\AA}^3])$ とし、z を 5 から 12 [Å] まで変化させながら各 z 値での全エネルギーを計算させまし

た. この計算を通常の GGA と vdW-DF 計算の 2 通りで行い, それぞれから得られる全エネルギー曲線を比較します. vdW-DF 計算には入力情報として電荷密度分布 $\rho^{\text{GGAx}}(\mathbf{r})$ が必要になりますが, このグリッド密度は GGA 計算時に設定した cutoff 値に依存しており, ここでは $32 \times 18 \times 40$ (to 96) 個のグリッドを採用しています. なお, グリッド点数は整数であるため, z 軸の変化に伴って不連続に変化することになります. つまり, 結果のエネルギー曲線が不自然に変化する場合はこの不連続性が原因であるため, 必要に応じて PHASE の inputfile の cutoff 値を上げることでなめらかになります. また, vdW は非局所的な計算になるため GGA よりは大きな計算コストが必要となります.

(3) 計算結果

下図は上記条件で計算した積層グラファイト (A-B stacking) の全エネルギーの層間距離依存性を示したものです. 赤線は通常の GGA による結果を, 緑線は vdW による vdW-DF 計算の結果をそれぞれ示しています. また, 青点は実験[3,4]による平衡点とそのときの凝集エネルギー (青線は誤差) を, 同様に紫点は別の理論計算[5]によるものです. GGA 計算では全く平衡点が確認できないのに対して, vdW-DF 計算ではかなり実験値の近くで極小点を迎えているのが確認できます.

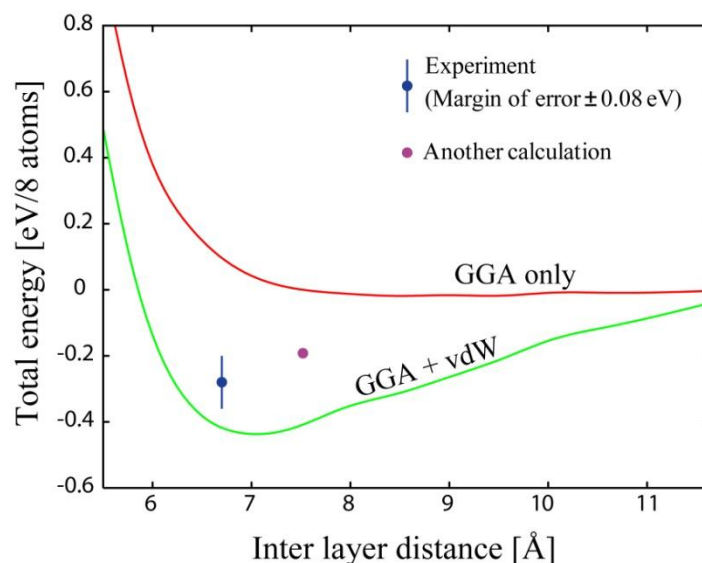


図 5.38 積層グラファイトの全エネルギーの層間距離依存性. GGA (赤線) と GGA + vdW (緑線) による比較

5.3.3.4 参考文献

- [1] M. Dion, H. Rydberg, E. Schröder, D. C. Langreth, and B. I. Lundqvist: Phys. Rev. Lett. **92** (2004) 246401: Erratum, *ibid.*, **95** (2005) 109902.
- [2] O. Gunnarsson and B. I. Lundqvist: Phys. Rev. B **13** (1976) 4274.
- [3] L. X. Benedict, N. G. Chopra, M. L. Cohen, A. Zettl, S. G. Louie, and V. H. Crespi: Chem. Phys. Lett. **286** (1998) 490.
- [4] Y. Baskin and L. Mayer: Phys. Rev. **100**, (1955) 544.
- [5] H. Rydberg, M. Dion, N. Jacobson, E. Schröder, P. Hyldgaard, S. I. Simak, D. C. Langreth, and B. I. Lundqvist: Phys. Rev. Lett. **91** (2003) 126402.
- [6] T. Thonhauser, Valentino R. Cooper, Shen Li, Aaron Puzder, Per Hyldgaard, and David C. Langreth: Phys. Rev. B **76**, 125112 (2007).

5.3.4 ファンデルワールス相互作用補正機能

5.3.4.1 機能の概要

- Williams の方法

R.W. Williams, et al.: Chemical Physics 327 (2006) 54-62

$$E_{vdw} = \sum_{ij} \frac{C_6^{ij}}{R_{ij}^6} f(R_{ij})$$

$$f(R) = \left(1 - \exp \left[-d \left(\frac{R_{ij}}{R_0^{ij}} \right)^7 \right] \right)^4$$

$$C_6^{ij} = -S_C \times \frac{2C_6^i C_6^j p_i p_j}{p_i^2 C_6^i + p_j^2 C_6^j}, \quad R_0^{ij} = S_R \times \frac{(R_0^{ii})^3 + (R_0^{jj})^3}{(R_0^{ii})^2 + (R_0^{jj})^2}, \quad R_0^{ii} = 2 \times R_0^i$$

パラメータ

vdw radius 20.0 bohr

scaling factor S_C 0.8095 (PHASE), S_R 0.80 文献 PBE S_C 0.85 S_R 0.80

damping factor d 3.0

| | polarizabilities Å ³ | vde coef C6 Hartree*bohr ⁶ | vdw radius | | polarizabilities Å ³ | vde coef C6 Hartree*bohr ⁶ | vdw radius |
|-----|------------------------------------|--|------------|------|------------------------------------|--|------------|
| H | 0.387 | 2.831179918 | 1.17 | NTE | 0.964 | 20.89758657 | 1.50 |
| F | 0.296 | 3.94987377 | | NTR2 | 1.030 | 23.08003267 | 1.50 |
| Cl | 2.315 | 3.94987377 | | NPI2 | 1.090 | 25.12582491 | 1.50 |
| Br | 3.013 | 128.2756865 | | NDI | 0.956 | 20.63799109 | 1.50 |
| I | 5.415 | 309.0603852 | | OTE | 0.637 | 11.86370812 | 1.40 |
| CTE | 1.061 | 22.67403316 | 1.70 | OTR4 | 0.569 | 10.01566303 | 1.40 |
| CTR | 1.352 | 32.61525204 | 1.70 | OPI2 | 0.274 | 3.346856941 | 1.40 |
| CAR | 1.352 | 49.790/Sc | 1.70 | STE | 3.000 | 121.2531939 | 1.80 |
| CBR | 1.896 | 54.16430826 | 1.70 | STR4 | 3.729 | 168.0350502 | 1.80 |
| CDI | 1.283 | 30.15058105 | 1.70 | SPI2 | 2.700 | 103.5277919 | 1.80 |
| | | | | PTE | 1.538 | 42.11289383 | 1.80 |

- Grimme (DFT-D2)の方法

S. Grimme, J. Comp. Chem. 27, 1787 (2006).

$$E_{disp} = -s_6 \sum_{ij} \frac{C_6^{ij}}{R_{ij}^6} f(R_{ij})$$

$$f(R) = \frac{1}{1 + \exp \left[-d \left(\frac{R_{ij}}{R_0^{ij}} - 1 \right) \right]}$$

$$C_6^{ij} = \sqrt{C_6^i C_6^j}, R_0^{ij} = R_0^i + R_0^j$$

パラメータ

vdw radius 30.0A

scaling factor s_6 0.75, damping factor d 20.0

| | C6 Jnm ⁶ /mol | R0 A | | C6 Jnm ⁶ /mol | R0 A |
|----|-----------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| H | 0.14 | 1.001 | K | 10.80 | 1.485 |
| He | 0.08 | 1.012 | Ca | 10.80 | 1.474 |
| Li | 1.61 | 0.825 | Sc-Zn | 10.80 | 1.562 |
| Be | 1.61 | 1.408 | Ga | 16.99 | 1.650 |
| B | 3.13 | 1.485 | Ge | 17.10 | 1.727 |
| C | 1.75 | 1.452 | As | 16.37 | 1.760 |
| N | 1.23 | 1.397 | Se | 12.64 | 1.771 |
| O | 0.70 | 1.342 | Br | 12.47 | 1.749 |
| F | 0.75 | 1.287 | Kr | 12.01 | 1.727 |
| Ne | 0.63 | 1.243 | Rb | 24.67 | 1.628 |
| Na | 5.71 | 1.144 | Sr | 24.67 | 1.606 |
| Mg | 5.71 | 1.364 | Y-Cd | 24.67 | 1.639 |
| Al | 10.79 | 1.716 | In | 37.32 | 1.672 |
| Si | 9.23 | 1.716 | Sn | 38.71 | 1.804 |
| P | 7.84 | 1.705 | Sb | 38.44 | 1.881 |
| S | 5.57 | 1.683 | Te | 31.74 | 1.892 |
| Cl | 5.07 | 1.639 | I | 31.50 | 1.892 |
| Ar | 4.61 | 1.595 | Xe | 29.99 | 1.881 |

1 J/mol = 3.8088e-7 hartree, 1 bohr = 0.5291772480 A

5.3.4.2 入力パラメータ

vdW 補正機能関連のタグ一覧

| タグ | | 値 | 備考 |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------|--|
| Control | sw_vdw_correction | | |
| Accuracy | vdw_method | williams grimme or dft-d2 | デフォルト |
| | vdw_radius | | 20 bohr 30 A (Grimme DFT-D2) |
| | vdw_scaling_factor | | 0.805 (Williams) 0.75 (Grimme DFT-D2) |
| | vdw_scaling_factor_r | | 0.8 (Williams) |
| | vdw_damping_factor | | 3.0 (Williams) 20.0 (Grimme DFT-D2) |
| Structure | atom_list | | |
| | atoms | #tag vdw でvdw 補正にお ける元素の type を指定 | |
| | vdw_list | vdw 補正における各元素 異に対するパラメータ | Williams #tag type c6 r0 p Grimme #tag type c6 r0 |
| | | | |

赤字は、vdW 補正機能を用いる場合の必須の入力項目

vdW 補正の各元素のパラメータの指定

Williams 法、Grimme(DFT-D2)法の各元素のパラメータをプログラム内で持ち、デフォルト値としている。
vdw_list の type は、atom_list で指定した vdw の type と対応している必要がある。

Williams 法

```
vdw_list{
  #tag type c6 r0 p
  H 2.831179918 1.17 0.387
  CTE 22.67403316 1.70 1.061
}
```

Grimme(DFT-D2)法

```
vdw_list{
  #tag type c6 r0
  H 0.14 1.001
  C 1.75 1.452
}
```

入力パラメータ例

vdW 補正関連の入力データ例を以下に示す。

Methane Dimer Williams 法

```
Control{
  sw_vdw_correction = ON
}
accuracy{
  vdw_method = williams
  vdw_radius = 20.0
  vdw_scaling_factor = 0.8095
  vdw_scaling_factor_r = 0.8
  vdw_damping_factor = 3.0
}
structure{
  atom_list{
    coordinate_system = cartesian ! {cartesian|internal}
    atoms{
      #units angstrom
      #default mobile=on
      #tag element rx ry rz vdw
      C 0 0 0 CTE
      H 0 1.093 0 H
      H 1.030490282 -0.364333333 0 H
      H -0.515245141 -0.364333333 0.892430763 H
      H -0.515245141 -0.364333333 -0.892430763 H
      C 0 -3.7 0 CTE
      H 0 -4.793 0 H
      H -1.030490282 -3.335666667 0 H
      H 0.515245141 -3.335666667 -0.892430763 H
      H 0.515245141 -3.335666667 0.892430763 H
    }
  }
  vdw_list{
    #tag type c6 r0 p
    H 2.831179918 1.17 0.387
    CTE 22.67403316 1.70 1.061
  }
}
```

Methane Dimer Grimme(DFT-D2)法

```
Control{
  sw_vdw_correction = ON
}
accuracy{
  vdw_method = grimme
}
```



```

vdw_radius = 30.0
vdw_scaling_factor = 0.75
vdw_damping_factor = 20.0
}
structure{
  atom_list{
    coordinate_system = cartesian ! {cartesian|internal}
    atoms{
      #units angstrom
      #default mobile=on
      #tag element rx      ry      rz  vdw
      C      0      0      0      C
      H      0      1.093  0      H
      H      1.030490282  -0.364333333  0      H
      H      -0.515245141  -0.364333333  0.892430763  H
      H      -0.515245141  -0.364333333  -0.892430763  H
      C      0      -3.7    0      C
      H      0      -4.793  0      H
      H      -1.030490282  -3.335666667  0      H
      H      0.515245141  -3.335666667  -0.892430763  H
      H      0.515245141  -3.335666667  0.892430763  H
    }
  }
  vdw_list{
    #tag type  c6  r0
    H      0.14  1.001
    C      1.75  1.452
  }
}

```

5.3.4.3 計算例

- Water_Dimer (Williams, Grimme(DFT-D2))
- Methane_Dimer (Williams, Grimme(DFT-D2))
- Ethane_Dimer (Williams, Grimme(DFT-D2))
- ATstack (Williams)

5.3.5 有効遮蔽体法 (ESM 法)

5.3.5.1 機能の概要

ESM (Effective Screening Medium)法[1][2]とは、表面モデルを精度よく扱うための計算手法です。PHASEは基底関数として平面波を利用するプログラムなので、厳密には周期系のみ取り扱うことが可能です。表面モデルを扱う場合、表面に垂直な方向に“真空層”を設けることによって表面を模擬した系の計算を行います。このような方法の場合、たとえば分極した表面などは正しく扱えないので特殊な補正を施す必要があります。ESM法は、実効的な遮蔽物 (effective screening medium) を真空領域に設定することによって半無限におよぶ表面領域を有限の真空領域で扱うことを可能とする方法です。ここでは、PHASEに組み込まれたESM法の利用方法を説明します。

5.3.5.2 入力パラメータ

まずは、通常のPHASE計算と同様の入力パラメーターファイルを準備します。この際、原子配置の定義の仕方に注意が必要です。ESMプログラムは、系が以下の図のように定義されていることを仮定しています。

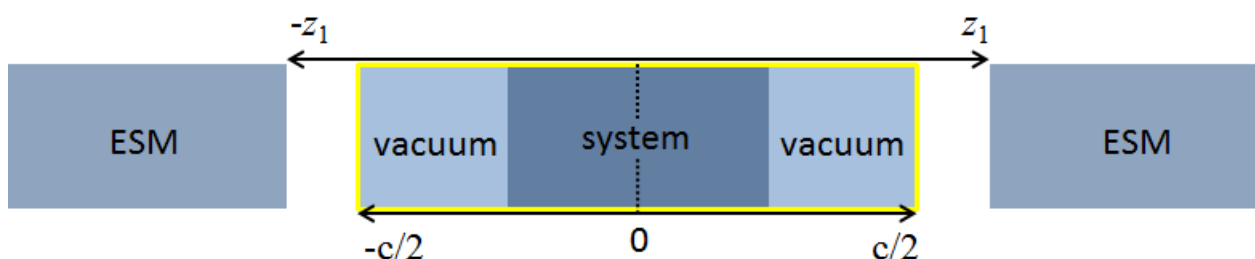


図 5.39 ESM 法において仮定している原子配置の定義方法の模式図

系は、2方向では周期的、1方向で無限であることを仮定しています。無限である方向は、 c 軸方向である必要があります。 c 軸の値が0になる場所に系の中心が位置するように必要に応じて系をシフトし、プラスマイナス両側に真空層を設けます。さらに、0からみて入力パラメーターファイルにおいて指定できる距離 z_1 離れた場所にESMがおかれます。

accuracy ブロックに esm ブロックを作成し、ESM 用の設定を施します。典型的には、以下のとおり。

```
...
...
accuracy{
  esm{
    sw_esm = on
    bc = pe1
    electric_field = 0.001
  }
  ...
  ...
}
...
...
```

esm ブロックの下では、以下の変数を定義することが可能です。

- | | |
|--------|---|
| sw_esm | ESM 法を利用するかどうかを指定するスイッチ。on を指定すると ESM 法を利用します。デフォルト値は off |
| z1 | ESM の位置を指定します。指定がない場合、単位胞の境界に ESM が置かれます (すなわち、 $z1=c/2$)。 |
| bc | 境界条件を指定します。BARE, PE1, PE2 のいずれかを指定します。BARE は両側の ESM |

| | |
|----------------|--|
| | が真空 (誘電率 1)、PE1 は両側の ESM が金属 (誘電率 ∞) PE2 は ESM の片側が真空、もう片側が金属という境界条件です。デフォルト値は BARE |
| electric_field | 有限電場を指定したい場合に、その量を原子単位で指定します。この指定は、bc が PE1 であった場合のみに意味をもちます。それ以外の場合、計算中参照されません。電場の単位は、hartree/bohr です (約 51.4 V/Å)。 |
| add_elec | 電子を追加/削除したい場合に追加/削除したい電子数を実数で指定します。削除したい場合は負の数を指定します。 |
| z_wall | 原子が真空層のある領域からはみでないように“壁”を設ける場合に、その“ある領域”の指定を実数で行います。このパラメーターの指定があった場合にこの機能が有効となります。 |
| bar_width | “壁”ポテンシャルを設ける場合に、その幅を長さの単位で指定します。 |
| bar_height | “壁”ポテンシャルを設ける場合に、その高さをエネルギーの単位で指定します。 |

5.3.5.3 計算の実行

計算の実行は、通常の PHASE の計算通り行います。並列の方法や擬ポテンシャルの制限などは特にありません。利用できる計算機能にも特に制約はありません。

5.3.5.4 計算例：水分子

(1) 水分子

ESM 法適用例として、単純な水分子の計算結果を紹介します。この例題の入力ファイルは、samples/esm/H2O 以下にあります。水分子は、単体で双極子モーメントをもっているため、水分子は通常の周期系の計算の場合全エネルギーに有限の誤差が発生します。ESM 法は、1つの方向については無限の計算を行うことになるので、正しい全エネルギーが得られると考えられます。

このようなことを確認するため、以下のような計算を実施します。

1. 水分子単体の、周期系における全エネルギー計算
2. 水分子単体の、ESM 法による全エネルギー計算
3. 水分子を互い違いに配置した系の、周期系における全エネルギー計算

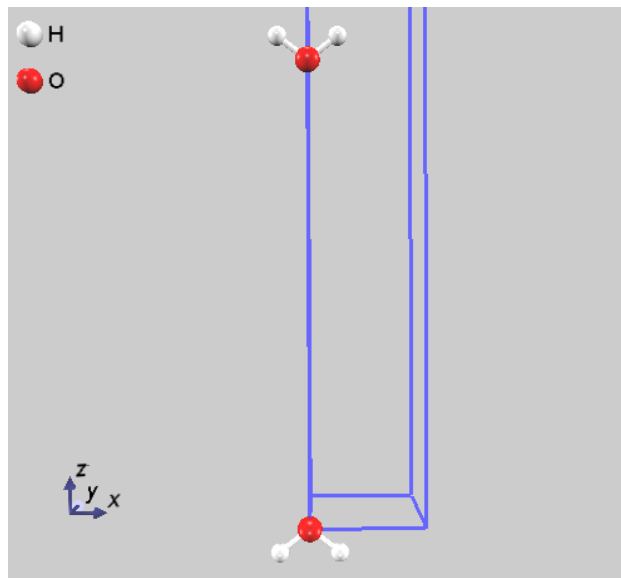


図 5.40 H₂O 分子を互い違いに配置した系。

3. のように水分子を互い違いに配置した系を用意することによって、双極子モーメントを打ち消すことが可能です。したがって、3.の計算によって得られた全エネルギーの半分の値は、2. の計算と結果が一致するはずですが。ここでは、このような結果が得られるかどうかを確認します。

計算された全エネルギーの結果は、以下に示します。

| | 全エネルギー (hartree/H ₂ O) | 参照値との差 (hartree/H ₂ O) |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1.の計算 | -17.1855148193 | -1.8927504×10 ⁻³ |
| 2.の計算 | -17.1836307637 | 8.6948×10 ⁻⁶ |
| 3.の計算 | -17.1836220689 | 0 |

表から明らかのように、ESM 法による計算と 3. の計算の結果は非常に近く、“無限の系の計算”が ESM 法によって実現できていることがわかります。

(2) 電場を印加した計算例

ESM 法を利用すると、*c* 軸方向に電場を印加した計算を実施することが可能です。ここでは、簡単な例によってその利用方法を説明します。この例題の入力ファイルは `samples/esm/Al111` 以下にあります。

採用した系は、仕事関数の計算例でも利用した Al(111) の系です。以下のような設定によって ESM を利用します。

```
accuracy{
  esm{
    sw_esm = on
    bc = pe1
    electric_field = 0.001
  }
}
```

電場を印加するには、パラメーター `bc` として `pe1` を指定する必要がある点に注意してください。また、電場の影響をみるために局所ポテンシャルを出力するので、仕事関数に関する設定も有効にしています。

```
postprocessing{
  workfunc{
    sw_workfunc = on
  }
}
```

電場の大きさは、-0.001, 0, +0.001 (単位は原子単位) と変化させて計算を行いました (0 のケースは通常の計算とほぼ同じです)。最後に、この系には反転対称性がありますが、電場を印加すると反転対称性は損なわれるので `sw_inversion` パラメーターは指定していません。

以上の設定のもと、通常通り PHASE を実行します。各ケース計算が終了したら、`workfunc` プログラムを利用してポスト処理を実施します。この処理の結果得られる局所ポテンシャルと表面に垂直な軸方向の距離の関係を図 5.41 に示します。この図においては、距離のちょうど半分の地点が系の境、すなわち図 5.41 の $\pm c/2$ の地点になっています。

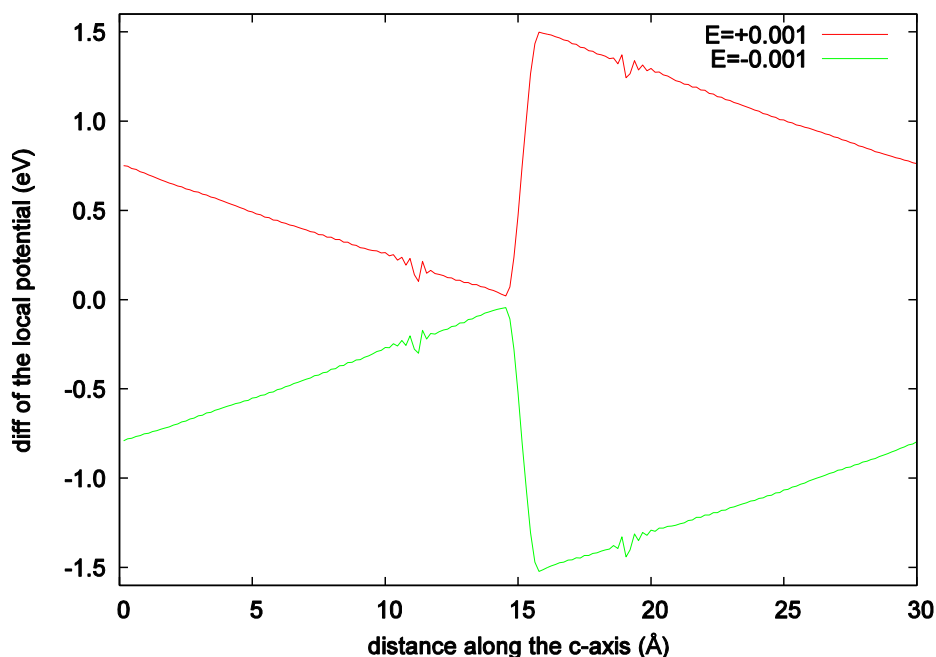


図 5.41 ローカルポテンシャルの差分と表面に垂直な距離との関係。赤線：電場が 0.001 のケース、緑線：電場が -0.001 のケース。

図から明らかなように、電場を印加することによって局所ポテンシャルにかたむきが発生しており、また、かたむきの向きは+の電場と-の電場で異なっています。さらに、傾きの大きさは入力で指定した ± 0.001 au とほぼ一致しています。いずれも、電場を印加した場合の局所ポテンシャルの振る舞いとしてもっともらしいものといえます。

5.3.5.5 使用における注意点

- ESM 法を利用する場合、コンパイルの際にフーリエ変換ライブラリーとして FFTW を利用する必要があります。
- 原子配置の指定においては、反転対称の位置の原子は直接指定するようにし、weight パラメータはつねに 1 としてください。
- 電場を印加する場合、系に反転対称性があったとしても損なわれるので、sw_inversion パラメーターを on にはしないでください。

5.3.5.6 参考文献

- [1] M. Otani and O. Sugino, “First-principles calculations of charged surfaces and interfaces: A plane-wave nonrepeated slab approach”, *Physical Review B* **73**, 115407 (2006).
- [2] Hamada, M. Otani, O. Sugino and Y. Morikawa, “Green’s function method for elimination of the spurious multipole interaction in the surface/interface slab model”, *Physical Review B* **80**, 165411 (2009).

5.3.5.7 ライセンス

PHASE の ESM 機能は、EsmPack ライブラリーを通じて実現されています。EsmPack ライブラリーは、産業技術総合研究所から MIT ライセンスで公開されている、ESM 法を実現するための汎用のライブラリーです。以下のライセンス条項をご理解いただいた上でご利用ください。また、本機能を利用して論文発表などを行う場合、必ず文献[1], [2]を参考文献に含めてください。

Copyright (c) 2012, Minoru Otani <minoru.otani@aist.go.jp>
Permission is hereby granted, free of charge, to any person
obtaining a copy of this software and associated documentation
files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
subject to the following
conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

5.4 化学反応の解析

5.4.1 NEB 法

5.4.1.1 機能の概要

Nudged Elastic Band (NEB)法および Climbing Image (CI) NEB 法は、反応経路における始状態と終状態の間の最小エネルギー経路と鞍点を求める方法です。

NEB 法および CI-NEB 法を用いた反応経路計算においては、始状態の原子配置(\vec{R}_0)および終状態の原子配置(\vec{R}_N)が既知であるとして、始状態と終状態の間の中間状態($\vec{R}_i, i = 2 \sim N - 1$)の原子配置やエネルギーなどを、隣接する状態(イメージ)間がばねによって結ばれているという拘束条件の下で構造最適化計算を行います。ここで \vec{R}_i は、各イメージにおける $3M$ 次元(M は原子数)の座標です。NEB 法および CI-NEB 法の中間状態における初期原子配置は始状態と終状態から任意に決定することが可能ですが、始状態と終状態をイメージで等分割し決める方法が多くの場合採用されます。

- NEB 法

通常の NEB 法においては、各イメージの作用力は次のように与えられます。

$$\vec{F}_i = \vec{F}_i^s|_{\parallel} - \nabla E(\vec{R}_i)|_{\perp}.$$

ここで、 $\vec{F}_i^s|_{\parallel}$ は隣接するイメージ間のばねによる作用力の接線方向の成分であり、以下のように求められます。

$$\vec{F}_i^s|_{\parallel} = k(|\vec{R}_{i+1} - \vec{R}_i| - |\vec{R}_i - \vec{R}_{i-1}|) \cdot \hat{t}.$$

ここで k はばね定数です。 \hat{t} は接線方向の単位ベクトルであり、次のように計算します。

$$\hat{t} = \frac{\vec{R}_i - \vec{R}_{i-1}}{|\vec{R}_i - \vec{R}_{i-1}|} + \frac{\vec{R}_{i+1} - \vec{R}_i}{|\vec{R}_{i+1} - \vec{R}_i|}.$$

(11)式の $\nabla E(\vec{R}_i)|_{\perp}$ は、第一原理計算などによって得られる、原子に働く力の接線に垂直な成分であり、以下のように求められます。

$$\nabla E(\vec{R}_i)|_{\perp} = \nabla E(\vec{R}_i) - \nabla E(\vec{R}_i) \cdot \hat{t} \hat{t}.$$

- CI-NEB 法

CI-NEB 法は、通常の NEB 法に対して最もエネルギーの高いイメージにおける作用力の計算方法を改良した方法です。CI-NEB 法計算では、通常の NEB 法を用いて反応経路計算をある程度進めた後に最も高いエネルギーのイメージ($\vec{R}_{i,\max}$)を決定し、 $\vec{R}_{i,\max}$ に働く作用力を次のように計算します。

$$\begin{aligned} \vec{F}_{i,\max} &= -\nabla E(\vec{R}_{i,\max}) + 2\nabla E(\vec{R}_{i,\max}) \\ &= \vec{F}_{i,\max}|_{\perp} - \vec{F}_{i,\max}|_{\parallel} \end{aligned}$$

- ばね定数の計算方法

最少遷移エネルギーを求める反応経路計算においては、鞍点付近の計算精度を高くすることが好ましいと考えられます。このことから、鞍点付近でイメージの密度を高くし、接線の傾きを高い精度で求める必要があります。特に、反応経路全体と比較してポテンシャル障壁の領域が極めて狭い場合には、ポテンシャル障壁近傍のイメージ密度を高くすることにより高精度の計算を効率よく行うことが可能となります。最少エネルギー経路において鞍点付近にイメージを密に分布させる方法として、鞍点付近のばね定数 k を大きくする方法が考えられています。NEB 法および CI-NEB 法における作用力は、ばねによる作用力とエネルギー計算によって得られた作用力の線形結合で表わされるので、イメージ間のばね定数は異なる値を選択することが可能です。ばね定数の設定方法としては、以下のエネルギーの線形関数が提唱されています。

$$k = k_{\max} - \Delta \left(\frac{E_{\max} - E_i}{E_{\max} - E_{\text{ref}}} \right) \quad (E_i \geq E_{\text{ref}} \text{ の場合}),$$

$$k = k_{\max} - \Delta k \quad (E_i < E_{\text{ref}} \text{ の場合}).$$

ここで、 k_{\max} はばね定数の最大値、 Δk はばね定数の最大値と最小値の差です。 E_i は i 番目のばねで結ばれた 2 つのイメージのうち高いエネルギーのイメージのエネルギー、 E_{\max} は全イメージ中最も高いエネルギー、 E_{ref} は始状態と終状態のうち、高い方のエネルギーです。この E_{ref} の値の設定によって、反応経路における始状態付近と終状態付近のイメージ密度が等しくなります。

5.4.1.2 入力パラメータ

(1) 入力パラメータの指定

NEB 法に関連する、入力データのタグおよびその説明を以下に示します。

NEB に関連する入力データ

| 第 1 ブロック | 第 2, 第 3 ブロック | タグ識別子 | 説明 |
|------------------|---------------|--------------------------------|--|
| Control | | | |
| | | multiple_replica_mode | NEB 計算の実行 ON,OFF |
| | | multiple_replica_max_iteration | NEB iteration 数 |
| multiple_replica | | | |
| | | method | 反応経路計算手法 nudged_elastic_band_method |
| | accuracy | | |
| | | dt | NEB 計算における原子座標更新の Δt |
| | | neb_time_integral | 時間積分法 quench, steepest_descent(デフォルト) |
| | | penalty_function | ペナルティ関数 ON,OFF |
| | | neb_convergence_condition | NEB 収束判定法(後述) |
| | | neb_convergence_threshold | NEB 収束判定値 |
| | constraint | | |
| | | ci_neb | CI-NEB ON, OFF |
| | | sp_k_init | ばね定数(初期値) |
| | | sp_k_min | ばね定数(最小値) |
| | | sp_k_max | ばね定数(最大値) |
| | | sp_k_variable | ばね定数の固定, 変動 OFF 固定, ON 変動 |

| | | | |
|-----------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| | structur | | |
| | | number_of_replicas | レプリカ数 |
| | replica | | レプリカ情報 |
| | | endpoint_images | 両端のイメージの指定方法 directin, file |
| | atom_list_end0 | | 両端のイメージの原子リスト |
| | atom_list_end1 | | 両端のイメージの原子リスト |
| structure | | | |
| | symmetry | | |
| | | method | 対称性の与え方 |

NEB 法の入力パラメータの指定について説明します。

NEB 法の計算は、以下の指定を行います。

- NEB法の機能を有効にする
- NEB用の収束判定の設定を行う
- 結晶の対称性を設定する
- レプリカ列両端のレプリカの座標データを設定する
- レプリカの間レプリカの座標データを設定する

各々について、以下に説明をします。

- NEB 機能を有効にする。

PHASE に NEB 法による計算を実行することを伝えるため、以下のように control ブロックの下で multiple_replica_mode 変数を on とします。

```
control{
  multiple_replica_mode = on
}
```

- 収束判定

収束判定条件は、multiple_replica ブロックの下の accuracy ブロックの変数 neb_convergence_condition で設定します。

```
multiple_replica{
  accuracy{
    neb_convergence_condition = energy_e
  }
}
```

neb_convergence_condition には、数値または文字列を指定することができます。表 12 に、設定できる条件を示します。

収束判定条件設定のパラメーター

| 数値 | 文字列 | 説明 |
|----|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | energy_e | dE < threshold |
| 2 | phase_force | PHASE の力の最大値 < threshold |
| 3 | neb_force | NEB 計算で補正した力の最大値 < threshold |
| 4 | force_at_transition_state | 最大エネルギーイメージの PHASE の力の最大値 < threshold |
| 5 | phase_force_normal | PHASE の、経路に垂直な成分の力の最大値 < threshold |

- 結晶の対称性を指定する

対称性に自動探索 (structure{symmetry{method = automatic}}) を設定すると、両端のレプリカのいずれかあるいは両方に、中間のレプリカよりも高い対称性が見つかった場合に、正常に計算が進まなくなります。マニユ

アル設定にして、必要ならば生成元を与えることによって (4.2.1.2 参照)、全レプリカの対称性を揃えて下さい。

- 両端のレプリカの指定：入力で直接指定する方法

両端のレプリカの原子座標を入力において直接指定するには、以下のような記述を行います。

```
multiple_replica{
  ....
  ....
  structure{
    ....
    ....
    endpoint_images = directin
    atom_list_end0{
      coordinate_system = cartesian ! {internal|cartesian}
      atoms{
        #units angstrom
        #tag element rx ry rz
        Si 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
        Si 2.751721694800 2.751721694800 0.000000000000
        ....
        ....
      }
    }
    atom_list_end1{
      coordinate_system = cartesian ! {internal|cartesian}
      atoms{
        #units angstrom
        #tag element rx ry rz
        Si 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
        Si 2.751721694800 2.751721694800 0.000000000000
        ....
        ....
      }
    }
  }
  ....
  ....
}
```

変数 `endpoint_images` に `directin` という文字列を指定し、さらに `atom_list_end0` ブロックに始状態の、`atom_list_end1` に終状態のレプリカの座標値を通常の `PHASE` の `atom_list` ブロックにおける指定と同じように指定します。

- 両端のレプリカの指定：両端のレプリカの原子座標をファイルから指定する方法

両端のイメージの原子座標をファイルで指定する場合は、入力データの `endpoint_images` の値を `file` とし、`file_names.data` にイメージのファイル名を設定します。その際、`file_names.data` ファイル中では `F_IMAGE(-1)` および `F_IMAGE(0)` というファイルポインターを利用します。以下は、入力データと `file_names.data` の記述例です。

入力データの記述例

```
multiple_replica{
  ...
  ...
  structure{
    endpoint_images = file
  }
  ...
}
```

```
    ...
}
```

file_names.data ファイルの記述例

```
&fname
...
...
/
&nebfname
F_IMAGE(0) = './endpoint0.data'
F_IMAGE(-1) = './endpoint1.data'
...
...
/
```

また、原子座標データファイル(上記の例では endpoint0.data や endpoint1.data というファイル名)は、次のような形式で記述します。

```
coordinate_system=cartesian

#units angstrom

Si      0.000000000000      0.000000000000      0.000000000000
Si      2.751721694800      2.751721694800      0.000000000000
Si      1.375860847400      1.375860847400      1.375860847400
Si      4.127582542200      4.127582542200      1.375860847400
Si      0.000000000000      2.751721694800      2.751721694800
Si      2.751721694800      0.000000000000      2.751721694800
Si      1.375860847400      4.127582542200      4.127582542200
Si      4.127582542200      1.375860847400      4.127582542200
Si      0.000000000000      0.000000000000      5.503443389600
Si      2.751721694800      2.751721694800      5.503443389600
Si      1.375860847400      1.375860847400      6.879304237000
H       1.644706293661      1.095414892118      11.000000000000
H       1.095414929519      1.644706317263      11.000000000000
```

- 中間レプリカの指定：中間レプリカの原子座標を両端の原子座標の線形補間で指定する方法 (proportional)

中間レプリカの原子座標を両端の原子座標の線形補間で指定する場合は、replica タグ内の howtogive_coordinates を **proportional** とします。入力データの記述例を以下に示します。

```
multiple_replica{
  structure{
    number_of_replicas = 6
    replicas{
      #tag replica_number howtogive_coordinates end0 end1
      1 proportional 0 -1 ! 0: end0, -1:end1
      2 proportional 0 -1
      3 proportional 0 -1
      4 proportional 0 -1
      5 proportional 0 -1
      6 proportional 0 -1
    }
  }
}
```

- 中間レプリカの指定：中間レプリカの原子座標をファイルから指定する方法(file)

中間イメージをファイルで指定する場合は, replica タグ内の howtogive_coordinates を file とし, 対応する原子座標ファイルは file_names.data ファイルで指定します。入力データと file_names.data ファイルの記述例を以下に示します。

入力データの記述例

```
multiple_replica{
  ...
  ...
  structure{
    number_of_replicas = 3
    replicas{
      #tag replica_number howtogive_coordinates end0 end1
      1         file           0         -1 ! 0: end0, -1:end1
      2         file           0         -1
      3         file           0         -1
    }
  }
}
```

file_names.data の記述例

```
&fnames
...
...
/
&nebfiles
F_IMAGE(0) = './endpoint0.data'
F_IMAGE(-1) = './endpoint1.data'
F_IMAGE(1) = './image1.data'
F_IMAGE(2) = './image2.data'
F_IMAGE(3) = './image3.data'
/
```

原子座標データを指定するファイルの書式は, 両端イメージの場合と同じです。

入力パラメータの例を以下に示します。

```
Control{
  condition = initial ! {initial|continuation|automatic}
  cpumax = 1 day ! {sec|min|hour|day}
  max_iteration = 10000000
  multiple_replica_mode = ON
  multiple_replica_max_iteration = 2000
}
accuracy{
  cutoff_wf = 10.00 rydberg
  cutoff_cd = 40.00 rydberg
  num_bands = 28
  ksampling{
    method = monk ! {mesh|file|directin|gamma}
    mesh{ nx = 2, ny = 2, nz = 1 }
  }
  smearing{
    method = parabolic ! {parabolic|tetrahedral}
    width = 0.001 hartree
  }
  xctype = ggapbe
  scf_convergence{
```

```

    delta_total_energy = 0.5e-7 hartree
    succession = 2 !default value = 3
}
initial_wavefunctions = matrix_diagon !{random_numbers|matrix_diagon}
matrix_diagon{
    cutoff_wf = 3.00 hartree
}
}
structure{
    unit_cell_type = primitive
    unit_cell{
        a_vector = 10.400      0.000      0.000
        b_vector = 0.000      10.400      0.000
        c_vector = 0.000      0.000      30.200
    }
    symmetry{
        method = manual
        sw_inversion = off
    }
    atom_list{
        coordinate_system = cartesian ! {cartesian|internal}
        atoms{
            #units angstrom
            #tag element rx ry rz mobile
Si 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0
Si 2.751721694800 2.751721694800 0.000000000000 0
Si 1.375860847400 1.375860847400 1.375860847400 0
Si 4.127582542200 4.127582542200 1.375860847400 0
Si 0.000000000000 2.751721694800 2.751721694800 0
Si 2.751721694800 0.000000000000 2.751721694800 0
Si 1.375860847400 4.127582542200 4.127582542200 0
Si 4.127582542200 1.375860847400 4.127582542200 0
Si 0.000000000000 0.000000000000 5.503443389600 0
Si 2.751721694800 2.751721694800 5.503443389600 0
Si 1.375860847400 1.375860847400 6.879304237000 0
H 1.644706293661 1.095414892118 11.000000000000 1
H 1.095414929519 1.644706317263 11.000000000000 1
        }
    }
    element_list{
        #tag element atomicnumber mass zeta dev
        #units atomic_mass
        Si 14 28.085
        H 1 1.008
    }
}
multiple_replica{
    method = nudged_elastic_band_method
    accuracy{
        dt = 40 au_time
        neb_time_integral = quench
        penalty_function = off
        neb_convergence_condition = 3
        neb_convergence_threshold = 5.0e-04
    }
    constraint{
        ci_neb = OFF
        sp_k_init = 0.03
        sp_k_min = 0.03
        sp_k_max = 0.03
    }
}

```

```

        sp_k_variable = OFF
    }
    structure{
        number_of_replicas = 6
        replicas{
            #tag replica_number howtogive_coordinates end0 end1
            1         proportional          0       -1 ! 0: end0, -1:end1
            2         proportional          0       -1
            3         proportional          0       -1
            4         proportional          0       -1
            5         proportional          0       -1
            6         proportional          0       -1
        }
        endpoint_images = directin ! {no or nothing | file | directin}
        howtogive_coordinates = from_endpoint_images
        atom_list_end0{
            coordinate_system = cartesian ! {internal|cartesian}
            atoms{
                #units angstrom
                #tag element rx ry rz
                Si 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
                Si 2.751721694800 2.751721694800 0.000000000000
                Si 1.375860847400 1.375860847400 1.375860847400
                Si 4.127582542200 4.127582542200 1.375860847400
                Si 0.000000000000 2.751721694800 2.751721694800
                Si 2.751721694800 0.000000000000 2.751721694800
                Si 1.375860847400 4.127582542200 4.127582542200
                Si 4.127582542200 1.375860847400 4.127582542200
                Si 0.000000000000 0.000000000000 5.503443389600
                Si 2.751721694800 2.751721694800 5.503443389600
                Si 1.375860847400 1.375860847400 6.879304237000
                H 1.644706293661 1.095414892118 11.000000000000
                H 1.095414929519 1.644706317263 11.000000000000
            }
        }
        atom_list_end1{
            coordinate_system = cartesian ! {internal|cartesian}
            atoms{
                #units angstrom
                #tag element rx ry rz
                Si 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
                Si 2.751721694800 2.751721694800 0.000000000000
                Si 1.375860847400 1.375860847400 1.375860847400
                Si 4.127582542200 4.127582542200 1.375860847400
                Si 0.000000000000 2.751721694800 2.751721694800
                Si 2.751721694800 0.000000000000 2.751721694800
                Si 1.375860847400 4.127582542200 4.127582542200
                Si 4.127582542200 1.375860847400 4.127582542200
                Si 0.000000000000 0.000000000000 5.503443389600
                Si 2.751721694800 2.751721694800 5.503443389600
                Si 1.375860847400 1.375860847400 6.879304237000
                H 2.22686927 0.48813212 7.65400988
                H 0.48813224 2.22686933 7.65400957
            }
        }
    }
}
wavefunction_solver{
    solvers{
        #tag sol till n dts dte itr var prec cmix submat

```

```

        lmMSD   -1      0.2  0.2  1  linear  on   1  on
    }
}
charge_mixing{
  mixing_methods{
    #tag no   method   rmxs   rmxe   itr  var      prec istr  nbmix  update
        1  broyden2  0.10   0.10   1  linear  on   1  0  RENEW
  }
}
printoutlevel{
  base=1
}
}

```

(2) NEB 関連ファイルの指定

NEB 関連のファイルは、file_names.data で設定します。次のように記述します。

```

&fnames
F_INP='./nfinp.data'
F_POT(1)='./Si_ggapbe_nc_01.pp'
...
...
/
&nebfiles
F_IMAGE(0) = './endpoint0.data'
F_IMAGE(-1) = './endpoint1.data'
F_NEB_OUT = './output_neb'
F_NEB_ENF = './nfnebenf.data'
F_NEB_DYNM = './nfnebdynm.data'
/

```

ファイル読み込みの namelist として、&nebfiles を利用している点にご注意ください。
 &nebfiles で利用できるファイルポインターを、表 13 に示します。

NEB で利用できるファイルポインター

| ファイル名変数 | Unit 番号 | デフォルト値 | 備考 |
|-----------------|---------|--|-----------------|
| F_IMAGE (-1:99) | 201 | ./endpoint0.data (F_IMAGE(0)) ./endpoint1.data (F_IMAGE(1)) | イメージの原子座標 |
| F_NEB_STOP | 202 | ./nfnebstop.data | NEB ステップ終了用ファイル |
| F_NEB_OUT | 203 | ./output_neb | NEB 計算 ログ出力 |
| F_NEB_CNTN | 204 | ./neb_continue.data | NEB 継続計算用ファイル |
| F_NEB_ENF | 205 | ./nfnebenf.data | エネルギー、力出力ファイル |
| F_NEB_DYNM | 206 | ./nfnebdynm.data | 原子座標出力ファイル |

5.4.1.3 計算の実行方法

NEB は「レプリカ並列」に対応しています。以下のように起動します。

```
% mpirun -n NP phase ne=NE nk=NK nr=NR
```

ここで、NP は MPI プロセスの数、NR は並列で計算するレプリカの数、NE、NK は PHASE と同様バンドおよび k 点並列の数です。ただし、NP = NR x NE x NK という関係が成立している必要があります。

5.4.1.4 計算結果の出力

NEB シミュレーションを実行すると、通常の PHASE の計算と比較して多くのファイルが得られます。まず、ログファイル(output000)や継続計算に利用されるファイル(continue.data ファイルなど)は すべてレプリカ毎に出力されます。識別のため、それぞれのファイルの末尾に“_rxxx”という文字列がたされます。さらに NEB 固有の以下のファイルが得られます。

- output_neb_pxxx

NEB 計算のログファイルです。xxx には MPI プロセスの番号が割り振られます。NEB 計算に関するログが出力されます。

- nfnebenf.data

NEB 計算のエネルギーや NEB 力などが記録されたファイルです。以下のような形式で出力されます。

| #step | image | image distance | energy | force org | force neb | force normal |
|-------|-------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 1 | 0.0000000000E+00 | -0.4399458479E+02 | 0.1112676571E-01 | 0.1112676571E-01 | 0.0000000000E+00 |
| 1 | 2 | 0.1323772380E+01 | -0.4397221867E+02 | 0.5212041989E-01 | 0.4899393390E-01 | 0.4899393390E-01 |
| 1 | 3 | 0.2640972887E+01 | -0.4393533860E+02 | 0.5368141337E-01 | 0.5023308254E-01 | 0.5023308254E-01 |
| 1 | 4 | 0.3958252743E+01 | -0.4389613534E+02 | 0.4830449879E-01 | 0.4474348402E-01 | 0.4474348402E-01 |
| 1 | 5 | 0.5277489255E+01 | -0.4389237657E+02 | 0.4486782793E-01 | 0.4486782793E-01 | 0.4486782793E-01 |
| 1 | 6 | 0.6594794555E+01 | -0.4396965451E+02 | 0.8881334200E-01 | 0.8881334200E-01 | 0.8881334200E-01 |
| 1 | 7 | 0.7911999993E+01 | -0.4404244254E+02 | 0.5849229655E-01 | 0.5849229655E-01 | 0.5849229655E-01 |
| 1 | 8 | 0.9229437211E+01 | -0.4405831588E+02 | 0.2414216682E-01 | 0.2414216682E-01 | 0.0000000000E+00 |
| 2 | 1 | 0.0000000000E+00 | -0.4399458479E+02 | 0.1112676571E-01 | 0.1112676571E-01 | 0.0000000000E+00 |
| 2 | 2 | 0.1356841287E+01 | -0.4398451885E+02 | 0.4270600251E-01 | 0.4018848625E-01 | 0.4018734489E-01 |
| 2 | 3 | 0.2677587331E+01 | -0.4394948430E+02 | 0.5479419750E-01 | 0.5096369018E-01 | 0.5096445426E-01 |
| 2 | 4 | 0.4004269114E+01 | -0.4390739111E+02 | 0.5004508819E-01 | 0.4463448973E-01 | 0.4464878761E-01 |
| 2 | 5 | 0.5328036512E+01 | -0.4389409127E+02 | 0.4291037894E-01 | 0.4291037894E-01 | 0.4291037894E-01 |
| 2 | 6 | 0.6642907129E+01 | -0.4397034020E+02 | 0.8879366098E-01 | 0.8879366098E-01 | 0.8879366098E-01 |
| 2 | 7 | 0.7959713712E+01 | -0.4404290631E+02 | 0.5713917408E-01 | 0.5713917408E-01 | 0.5713917408E-01 |
| 2 | 8 | 0.9278358213E+01 | -0.4405831588E+02 | 0.2414216682E-01 | 0.2414216682E-01 | 0.0000000000E+00 |
| 3 | 1 | 0.0000000000E+00 | -0.4399458479E+02 | 0.1112676571E-01 | 0.1112676571E-01 | 0.0000000000E+00 |
| 3 | 2 | 0.1356624500E+01 | -0.4399408010E+02 | 0.1114085905E-01 | 0.1114085905E-01 | 0.1114085905E-01 |
| 3 | 3 | 0.2730952540E+01 | -0.4397302719E+02 | 0.5096325231E-01 | 0.4680553493E-01 | 0.4683808222E-01 |
| 3 | 4 | 0.4090362450E+01 | -0.4392669466E+02 | 0.5272530274E-01 | 0.4351975945E-01 | 0.4355359239E-01 |
| 3 | 5 | 0.5418808773E+01 | -0.4389735067E+02 | 0.3886543373E-01 | 0.3886543373E-01 | 0.3886543373E-01 |
| 3 | 6 | 0.6726370673E+01 | -0.4397144829E+02 | 0.8809362538E-01 | 0.8809362538E-01 | 0.8809362538E-01 |
| 3 | 7 | 0.8041492838E+01 | -0.4404354368E+02 | 0.5543086596E-01 | 0.5543086596E-01 | 0.5543086596E-01 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

各行に 1 つのレプリカに関するエネルギーや力の情報が出力されます。1 列目が NEB ステップ数, 2 列目がレプリカの ID, 3 列目が 0 番目のレプリカからの“距離”, 4 列目がレプリカのエネルギー, 5 列目がレプリカに働く力の最大値, 6 列目が NEB 力の最大値, 7 列目がレプリカに働く力の最大値を経路に射影した力 (NEB 力の計算に利用される力) の最大値に対応します。

- nfnebdynm.data

座標データの履歴が記録されます。通常の PHASE の計算で得られる nfdynm.data ファイルと比較すると簡略化された形式で出力されます。具体的には以下のような形式で出力されます。

| #step | image | atom | cps |
|-------|-------|------|--------------|
| 0 | 1 | 1 | 0.0000000000 |
| 0 | 1 | 2 | 5.2000000098 |
| 0 | 1 | 3 | 2.6000000049 |
| 0 | 1 | 4 | 7.8000000147 |
| 0 | 1 | 5 | 0.0000000000 |
| 0 | 1 | 6 | 5.2000000098 |
| 0 | 1 | 7 | 2.6000000049 |
| 0 | 1 | 8 | 7.8000000147 |
| 0 | 1 | 9 | 0.0000000000 |
| 0 | 1 | 10 | 5.2000000098 |
| 0 | 1 | 11 | 2.6000000049 |
| 0 | 1 | 12 | 3.1080442326 |

| | | | | | |
|---|---|----|--------------|--------------|---------------|
| 0 | 1 | 13 | 2.0700340645 | 3.1080442772 | 20.7869859136 |
| 0 | 2 | 1 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| 0 | 2 | 2 | 5.2000000098 | 5.2000000098 | 0.0000000000 |
| 0 | 2 | 3 | 2.6000000049 | 2.6000000049 | 2.6000000049 |
| 0 | 2 | 4 | 7.8000000147 | 7.8000000147 | 2.6000000049 |
| 0 | 2 | 5 | 0.0000000000 | 5.2000000098 | 5.2000000098 |
| 0 | 2 | 6 | 5.2000000098 | 0.0000000000 | 5.2000000098 |
| 0 | 2 | 7 | 2.6000000049 | 7.8000000147 | 7.8000000147 |
| 0 | 2 | 8 | 7.8000000147 | 2.6000000049 | 7.8000000147 |
| 0 | 2 | 9 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | 10.4000000197 |
| 0 | 2 | 10 | 5.2000000098 | 5.2000000098 | 10.4000000197 |
| 0 | 2 | 11 | 2.6000000049 | 2.6000000049 | 13.0000000246 |
| 0 | 2 | 12 | 3.2652054480 | 1.9060914168 | 19.8836995566 |
| 0 | 2 | 13 | 1.9060915098 | 3.2652055024 | 19.8836994729 |

各行が、ある NEB ステップ・あるレプリカ・ある原子の座標データに対応します。1 列目が NEB ステップ、2 列目がレプリカの ID、3 列目がレプリカ内における原子の ID、4, 5, 6 列目が原子座標です。座標は、ボア単位、カルテシアン座標で出力されます。

`nfebn.data` ファイルと `nfdynm.data` ファイルは通常の PHASE の計算においてはそれぞれエネルギーおよび座標値の履歴が記録されるファイルですが、NEB 計算の場合は最新のレプリカ列のエネルギーおよび座標データが記録されたファイルです。`nfebn.data` ファイルには `nfnebnf` に記録されたデータの最後の NEB ステップのデータが記録されます。`nfdynm.data` ファイルは、PHASE の通常の形式で記録されますが、通常の計算では構造最適化や分子動力学シミュレーションの履歴となるところがレプリカ列になります。

5.4.1.5 計算例：シリコン表面に水素分子が解離吸着する反応

シリコン表面に水素分子が解離吸着する反応の例題の入力ファイルは、`samples/neb` 以下にあります。ここで紹介する例題は、シリコン表面に水素分子が解離吸着する反応をシミュレートします。始状態は表面と表面から十分離れた場所にある水素分子から成る系、始状態は表面のシリコン原子に水素分子が解離し、吸着した系です。始状態と終状態の構造をそれぞれ図 5.42、図 5.43 とに示します。ただし、あくまで例題ですので、通常は実行する始状態、終状態の構造最適化は実行していません。

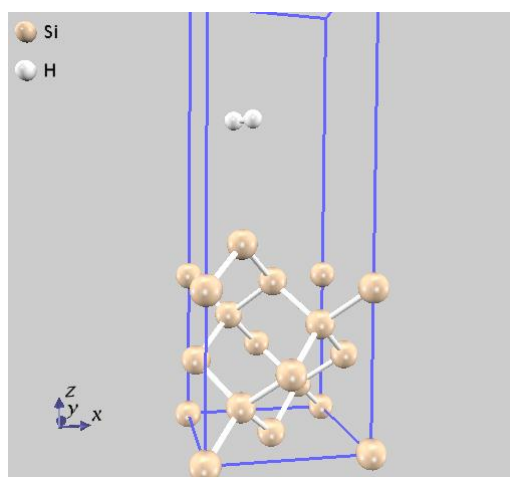


図 5.42 本例題の始状態

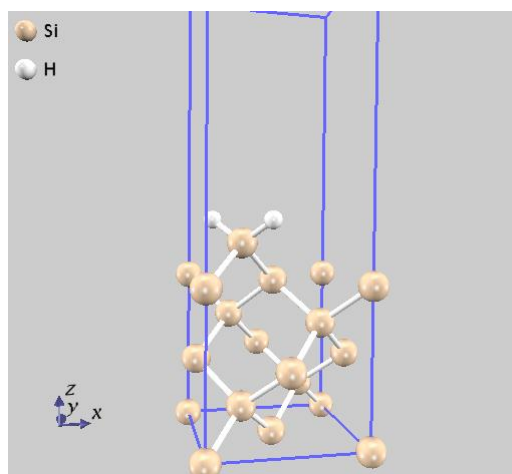


図 5.43 本例題の終状態

(1) 入力ファイル

control ブロックにおいて、全体的な計算条件の指定を行います。

```
Control{
  condition = initial ! {initial|continuation|automatic}
  cpumax = 1 day ! {sec|min|hour|day}
  max_iteration = 10000000
  multiple_replica_mode = ON
  multiple_replica_max_iteration = 2000
}
```

multiple_replica_mode に ON を指定することにより、NEB の計算が実行されます。また、NEB の繰り返し計算の上限回数を multiple_replica_max_iteration 変数によって 2000 としています。

multiple_replica ブロックの下の structure ブロックにおいてレプリカの指定を実行しています。以下のようになります。

```
multiple_replica{
  ....
  structure{
    number_of_replicas = 6
    replicas{
      #tag replica_number howtogive_coordinates end0 end1
      1 proportional 0 -1 ! 0: end0, -1: end1
      2 proportional 0 -1
      3 proportional 0 -1
      4 proportional 0 -1
      5 proportional 0 -1
      6 proportional 0 -1
    }
    endpoint_images = directin ! {no or nothing | file | directin}
    howtogive_coordinates = from_endpoint_images
    atom_list_end0{
      coordinate_system = cartesian ! {internal|cartesian}
      atoms{
        #units angstrom
        #tag element rx ry rz
        Si 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
        ...
        ...
      }
    }
  }
}
```

```

    }
    atom_list_end1{
        coordinate_system = cartesian ! {internal|cartesian}
        atoms{
            #units angstrom
            #tag element rx ry rz
            Si 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000
            ...
            ...
        }
    }
}
....
}

```

number_of_replicas に 6 と指定していますが、この指定によってレプリカ数を合計 6 としています。replicas ブロックにおいて実際にどのようにレプリカの座標を作るかを指定しています。この例では、すべて始状態・終状態の線形補完によって作る、という設定になります。atom_list_end0 および atom_list_end1 ブロックには始状態・終状態の座標値を指定しています。この指定は、前記の通り通常の PHASE の座標指定と変わるところはありません。

```

multiple_replica{
    ...
    accuracy{
        dt = 40 au_time
        neb_time_integral = quench
        penalty_function = off
        neb_convergence_condition = 3
        neb_convergence_threshold = 5.0e-04
    }
}

```

(2) 計算結果

本例題を実行すると得られる結果を紹介します。

図 5.44 に、本例題を実行すると得られる、NEB の繰り返し計算と NEB 力の最大値の関係を示します。はじめのうちは大きな力が働いていますが、計算が進行するにつれて小さくなっていき、41 回の繰り返し計算の後収束判定を満たして計算が終了しています。

図 5.45 に、本例題を実行すると得られる各イメージとエネルギーの関係を示します。この図より、遷移状態は 4 番目のレプリカであり、始状態から見ると障壁エネルギーが約 1.08 eV であることが分かります。

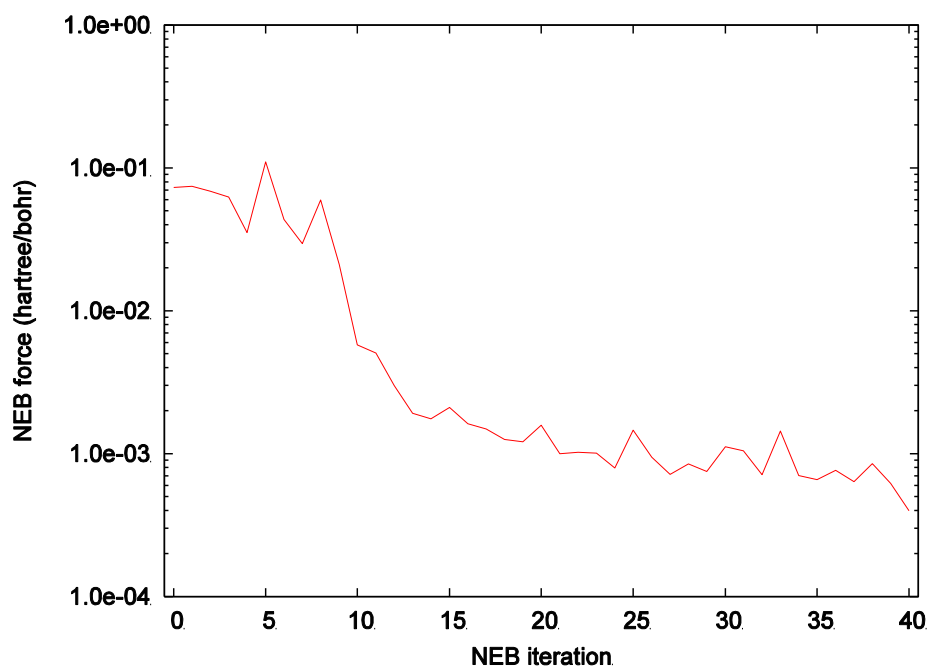


図 5.44 NEB 力の履歴

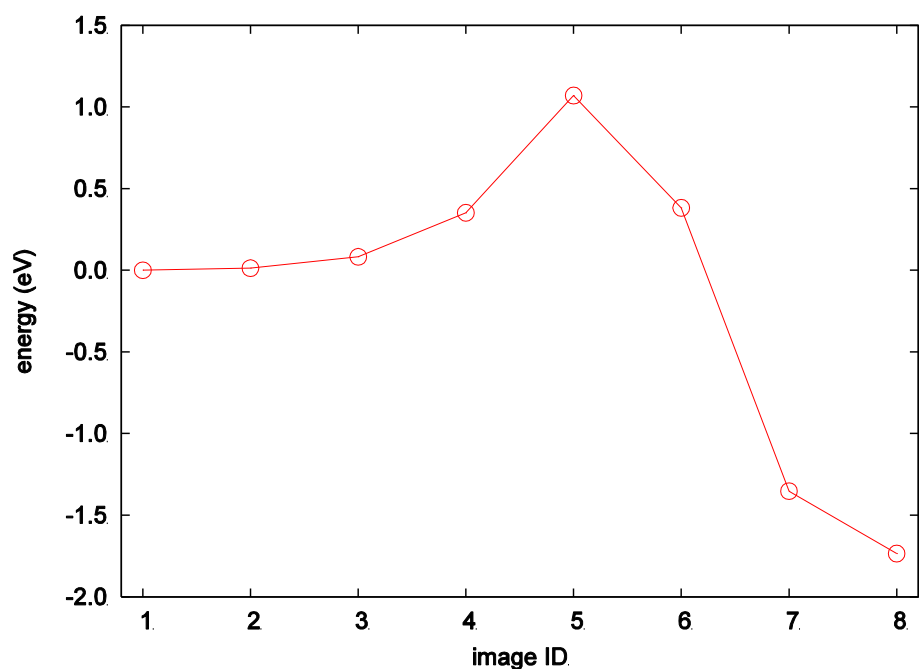


図 5.45 最終的に得られる反応経路と各レプリカのエネルギーの関係

図 5.46 に、遷移状態における原子配置を示します。この図から明らかなように、本例題では「水素分子が解離、そして吸着する」直前の構造が 遷移状態です。

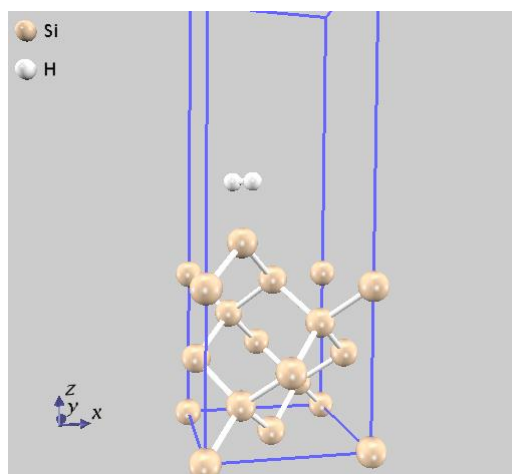


図 5.46 遷移状態における原子配置

5.4.1.6 使用における注意点

- レプリカ並列

NEB 法は「レプリカ並列」に対応しています。レプリカ並列機能を使用するためには、引数に通常の $ne=NE$ $nk=NK$ に加え、並列したいレプリカ数を NR とすると $nr=NR$ を加えます。MPI プロセス数は $NE \times NK \times NR$ と等しい必要があります。たとえば、以下のようなコマンドになります。

```
% mpirun -n N phase ne=NE nk=NK nr=NR
```

- 計算の停止と継続計算

NEB 法は計算の停止と継続計算に対応していますが、通常の計算とは異なる手続きが必要です。

- 計算のストップ

入力データの `multi_replica_max_iteration`, または `nfnebstop.data` に記述された NEB の iteration 数で NEB 計算は終了します。また、各イメージの電子状態計算において、入力データの `max_iteration`, `cpumax`, `nfstop.data` ファイルの設定によっても計算は終了します。いずれの場合でも、停止した箇所からリスタートすることが可能です。

計算ストップ時における通常の PHASE との相違点を挙げます。PHASE では、`nfstop.data` ファイルによって終了した場合、`nfstop.data` ファイルは空ファイルとなります。他方 NEB 計算では、あるイメージを `nfstop.data` によって終了した場合、`nfstop.data` はただちには空ファイルとはならず、ほかのイメージの計算を行います。NEB 計算終了処理においてはじめて `nfstop.data` ファイルを空ファイルとします。

- 計算のリスタート

PHASE と同様、入力データにおいて、`condition` の値を `continuation` とすることによってリスタート計算を行います。

```
Control{
  condition = continuation
  ...
  ...
}
```

リスタート時に利用するファイルは下記のファイルです。

- NEB計算: `neb_continue.data`
- 電子状態計算: 各レプリカのPHASE用リスタートファイル;

`neb_continue.data`, `continue.data_r*`, `continue_bin.data_r*`, `zaj.data_r*`, `nfchgt.data_r*`

5.4.1.7 参考文献

- [1] G. Mills and H. Jónsson, "Quantum and Thermal Effects in H₂ Dissociative Adsorption: Evaluation of Free Energy Barriers in Multidimensional Quantum Systems" *Phys. Rev. Lett.* **72** (1994) p. 1124.
- [2] G. Henkelman, B. P. Uberuaga and H. Jónsson, "A climbing image nudged elastic band method for finding saddle points and minimum energy paths" *J. Chem. Phys.* **113** (2000) p. 9901.

5.4.2 拘束条件付きダイナミクスと Blue Moon 法による自由エネルギー解析

5.4.2.1 機能の概要

化学反応経路を探索する手法として、ボンド長やボンド角などの化学反応を特徴づける「反応座標」を導入し、想定した反応経路上でその値を逐次変化させながら 反応座標を拘束した構造最適化や分子動力学シミュレーションを実施する、という手法があります。単純な構造最適化の場合絶対零度における反応経路が得られ、有限温度の分子動力学シミュレーションを実施すると自由エネルギー差が得られます。ここでは、PHASE を利用して拘束条件付きダイナミクスを追跡する方法を説明します。

5.4.2.2 入力パラメータ

本機能と関連あるタグの一覧を表 14 に示します。

拘束条件付きダイナミクスに関連のあるタグの一覧

| 第1ブロック識別子 | 第2, 第3ブロック識別子 | タグ識別子 | 説明 |
|---------------------|---------------------|------------------------|---|
| control | | | |
| | | driver | ダイナミクスの種類を選択する変数。 拘束条件付きダイナミクスの場合 <code>constraints</code> を指定する。 |
| structure | | | 原子座標データの指定を行うブロック |
| | constrainablexx | | 拘束条件を定義するブロック。 xx には拘束条件を識別するための整数を 1 はじまりで指定 |
| | | type | 拘束条件の“種類”の指定。 bond_length, bond_angle, dihedral_angle bond_length_diff, bond_angle_diff, distance_from_pos, plane, center_of_mass, coordination_number |
| | | atomx | 拘束条件が関わる原子を指定する。x は整数で、たとえば type = bond_length の場合 2 原子が拘束に関わるので atom1 と atom2 で指定する。 |
| | | mobile | 拘束条件が“可動化否か”を指定する。on とすると可動、 off とすると不動。デフォルト値は off |
| | | monitor | 指定の拘束条件を“監視”するかどうかを指定する真偽値。 デフォルト値は off |
| | reaction_coordinate | | 指定の拘束条件が“反応座標”としたい場合に作成するブ ロック。 |
| | | sw_reaction_coordinate | on の場合反応座標とみなされる。 |
| | | init_value | 反応経路の初期値を対応する単位で指定。 |
| | | final_value | 反応経路の最終値を対応する単位で指定。 |
| | | increment | final_value, init_value の刻み幅を指定。 |
| | plane | | 面内拘束における面の法線ベクトルを指定するブロック |
| | | normx, normy, normz | 法線ベクトルの x, y, z 成分 |
| | distance_from_pos | | 場所の指定を行うブロック |
| | | posx, posy, posz | 指定したい場所の x, y, z 成分 |
| | coordination_number | | 配位数指定を行うブロック |
| | | kappa_inv | 配位数定義式の K の逆数を長さの単位で指定 |
| | | kappa | 配位数定義式の K を 1/bohr 単位で指定 |
| | | rcut | 配位数定義式の r_c の値を長さの単位で指定 |
| | center_of_mass | | 重心を変化させる方向を指定するブロック |
| | | directionx | 指定したい方向の x 成分 |
| | | directiony | 指定したい方向の y 成分 |
| | | directionz | 指定したい方向の z 成分 |
| structure_evolution | | | 原子ダイナミクスの設定を行うブロック |
| | | method | 原子ダイナミクスの方法を指定する。 拘束条件付きダイナミクスの場合 quench, damp, velocity_verlet, temperature_contro のみ利用可能。 |

拘束条件付きダイナミクスを実行するには、まず以下の要領で **condition** ブロックの下で **driver** 変数を指定します。

```
condition{
  ...
  driver=constraints
  ...
}
```

次に、以下のように **structure** ブロックの下に **constrainablexx** ブロックを作成します。ここで **xx** は整数です。

```
structure{
  ...
  ...
  constrainable1{
    type=bond_length
    atom1=1
    atom2=2
    mobile = off
    monitor = off
    reaction_coordinate{
      sw_reaction_coordinate=on
      init_value = 2.4 angstrom
      increment = 0.1 angstrom
      final_value = 8.0 angstrom
    }
  }
  plane{
    normx=1
    normy=0
    normz=0
  }
  coordination_number{
    kappa = 5.0
    rc = 2.0 angstrom
  }
  ...
  ...
}
```

拘束条件はいくつでも指定可能ですが、たとえば **constrainable1**, **constrainable2**, **constrainable4** という 3 つの **constrainablexx** ブロックが存在する場合、**constrainable4** ブロックは入力解釈の対象にはなりません。また、互いに相いれない拘束条件を定義してしまうと、拘束条件を課すための収束計算が破たんしてしまう場合がありますので注意が必要です。**constrainablexx** ブロックの下では、以下の変数ブロックを指定することができます。

type 変数

bond_length
bond_angl
dihedral_angle
bond_length_diff
bond_angle_diff
distance_from_pos
plane
center_of_mass
coordination_number

拘束条件の“種類”を指定します。以下のいずれかの値をとります。

2 原子間の距離を拘束します。
 3 原子の成すボンド角を拘束します。
 4 原子の 2 面角を拘束します。
 2 原子間の距離の差を拘束します。
 3 原子が成す角度の差を拘束します。
 指定の場所からの距離を拘束します。
 面内に指定の原子を拘束します。
 指定の原子群の重心を拘束します。
 配位数を拘束します。ここで、0 番目の原子の周りの「配位数」は以下の式によって評価します。

$$\sigma = \sum_{i \neq 0} S(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_0|),$$

$$\sigma = \sum_{i \neq 0} S(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_0|),$$

κ , r_c はパラメーターであり, first coordination shell でほどよく 0 に近づくように決定します。

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|---|
| atomx 変数 | | 指定の拘束条件に関わる原子を指定します。x は数字であり, たとえば 2 原子間の距離の場合は 2 つの原子が拘束に関わるので, atom1 と atom2 に対応する原子の番号を指定します。type が coordination_number の場合, 配位数を計算する中心の原子の番号を指定します。 |
| mobile 変数 | | 指定の拘束条件が“可動か否か”を指定するためのスイッチです。off とすると拘束され, on とすると拘束はされません。デフォルト値は off です。 |
| monitor 変数 | | 指定の拘束条件を“監視”(値を算出し, ログファイルに出力)するか否かを指定するスイッチです。デフォルト値は off です。 |
| reaction_coordinate ブロック | | 指定の拘束条件が, “反応座標(逐次値を変化させられる)”である場合に作成するブロックです。以下の変数を指定することができます。 |
| | sw_reaction_coordinate | on の際, 反応座標とみなされます。 |
| | init_value | 反応経路の初期値を, 対応する単位で指定します。指定がない場合, 入力の原子配置から求められる値が採用されます。この値と, 入力の原子配置から求められる値が異なる場合, 入力の原子配置が修正されたのちに計算が実行されます。このため, 一回目の(拘束力も含む)原子に働く力の最大値が見掛け上非常に大きな値となることがありますが, これは正常な振る舞いです。 |
| | final_value | 反応経路の最終値を対応する単位で指定します。 |
| | increment | final_value と init_value の間の刻み幅を指定します。反応座標を逐次変化させる場合, 以下のケースは特殊であるので注意が必要です。 |
| | type が plane の場合 | この場合, 変化するのは面の原点です。原点の座標値は, 指定の法線ベクトルと原子の座標値からプログラムが自動的に決めますが, 反応座標の変化としては, 法線ベクトルの方向に原点が変化する, という振る舞いになります。init_value, final_value, increment は, この原点の移動量を指定してください。なお, この場合の init_value のデフォルト値は 0 ですが, 通常明示的に指定する必要はないはずです。 |
| | type が center_of_mass の場合 | この場合, 重心を, 指定の方向に移動させます。init_value, final_value, increment は, この移動量を指定してください。なお, この場合の init_value のデフォルト値は 0 ですが, 通常明示的に指定する必要はないはずです。 |
| plane ブロック | normx | 法線ベクトルのx座標。 |
| | normy | 法線ベクトルのy座標。 |
| | normz | 法線ベクトルのz座標。 |
| distance_from_pos ブロック | | type として distance_from_pos を採用する場合の, 場所の指定を行うブロックです。次の変数を指定することができます。 |
| | posx | 指定したい場所の, x座標を長さの単位で指定します。 |

| | | |
|-----------------------------|------------|---|
| | posy | 指定したい場所の、y座標を長さの単位で指定します。 |
| | posz | 指定したい場所の、z座標を長さの単位で指定します。 |
| coordination_number ブロック | | 配位数拘束の定義式における κ, r_c の値を指定するブロックです。次の変数を指定することができます。 |
| | kappa_inv | κ の値を、長さの単位で指定します。 |
| | kappa | κ の値をの値を、1/bohr 単位で指定します。kappa_inv よりも優先されます。 |
| | rcut | r_c の値を、長さの単位で指定します。 |
| center_of_mass ブロ ック | | type として center_of_mass を採用し、かつ反応座標を変化させる場合、「変化させる方向」をここで指定します。 |
| | directionx | 変化させる方向のx座標を指定します。 |
| | directiony | 変化させる方向のy座標を指定します。 |
| | directionz | 変化させる方向のz座標を指定します。 |

拘束条件の指定の次は、採用するダイナミクスアルゴリズムを指定します。通常の PHASE の入力と同様、structure_evolution ブロックの下で行います。

```
structure_evolution{
  method=quench
  dt=40
  ...
}
```

ここで、method としては quench, damp, velocity_verlet, temperature_control を利用することができます。拘束条件を課している場合、gdiis, cg などには現バージョンでは未対応なのでご注意ください。また、damp は damped molecular dynamics 法による構造最適化を実施する場合に指定します。この手法は、多くの場合単純な quenched MD よりは大きな時間刻み(dt)を採用することができ、速く収束させることのできる手法です。

次に、反応座標の変化の指定方法について説明します。

- 複数の反応座標を逐次変化させる方法

複数の反応座標を逐次変化させる場合のプログラムの振る舞いを説明します。たとえば以下のように入力で指定した場合について説明します。

```
structure{
  ....
  ....
  constrainable1{
    mobile = off
    monitor = on
    type = dihedral_angle
    atom1 = 2
    atom2 = 4
    atom3 = 3
    atom4 = 1
    reaction_coordinate{
      sw_reaction_coordinate = on
      init_value = -179 degree
      final_value = -1 degree
      increment = 5 degree
    }
  }
  constrainable2{
    type=bond_length
    monitor=on
    atom1=3
  }
}
```

```

atom2=4
reaction_coordinate{
  sw_reaction_coordinate=on
  init_value = 1.2 angstrom
  final_value = 1.6 angstrom
  increment = 0.05 angstrom
}
}
....
....
}

```

まず, constrainable1 ブロックにおいて 2 面角を -179° から -1° まで 5° 刻みで変化させるように指定しています。さらに, constrainable2 ブロックにおいてはボンド長を 1.2 \AA から 1.6 \AA まで 0.05 \AA 刻みで変化させるように指定をしています。このような入力を記述した場合, まずボンド長を 1.2 \AA に固定した状態で 2 面角を -179° から -1° まで変化させて計算が実行されます。 -1° の計算が終了したら, 次はボンド長を 1.25 \AA に変化させ, 今度は -1° から -179° まで 2 面角を変化させる計算を実行します。このような変化のさせ方を採用することによって, 隣り合う反応座標の組の間で原子配置が 極端に変化することを防いでいます。

以上のような方針で検討する反応座標が決まりますので, 合計すると検討する反応座標の数は反応座標 α において検討する反応座標の数を n_α とすると $\prod_\alpha n_\alpha$ となります。これよりもきめ細やかに反応座標の組を指定するには, 次に説明する「反応座標の変化の仕方をファイルを通じて指定する」機能を利用します。

- ファイルから反応座標の変化の仕方を指定する方法

拘束条件の変化のさせ方は上述の reaction_coordinate ブロックにおいて指定しますが, この方法の場合は等間隔の指定です。特に前述の, 複数の反応座標を変化させる計算においては, 反応座標 α において検討する反応座標の数を n_α とすると $\prod_\alpha n_\alpha$ 個の反応座標を検討することになり, 計算時間が膨大になることがあります。このような制限が問題となる場合に, 「反応座標 (の組)」をファイルから指定することが可能となっています。

まず, 検討したい拘束条件を constrainablexx ブロックにおいて通常通り指定します。次に, structure ブロックの下に以下の変数を定義します。

```

structure{
  ....
  reac_coord_generation = via_file
  ....
}

```

最後に, 作業ディレクトリーに reac_coords.data というファイル名のファイルを作成し, 次のような内容を記述します。

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 1 | -1.9373154697 | 2.2676711906 |
| 2 | -1.7627825445 | 2.2676711906 |
| 3 | -1.5882496193 | 2.2676711906 |
| 4 | -1.4137166941 | 2.2676711906 |
| 5 | -1.2391837689 | 2.2676711906 |
| 6 | -1.0646508437 | 2.2676711906 |
| 7 | -0.8901179185 | 2.2676711906 |
| 8 | -0.7155849933 | 2.2676711906 |
| 9 | -0.7155849933 | 2.3621574902 |
| 10 | -0.8901179185 | 2.3621574902 |
| 11 | -1.0646508437 | 2.3621574902 |
| 12 | -1.2391837689 | 2.3621574902 |
| 13 | -1.4137166941 | 2.3621574902 |
| 14 | -1.5882496193 | 2.3621574902 |
| 15 | -1.7627825445 | 2.3621574902 |
| 16 | -1.9373154697 | 2.3621574902 |
| 17 | -1.9373154697 | 2.4566437898 |
| 18 | -1.7627825445 | 2.4566437898 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 19 | -1.5882496193 | 2.4566437898 |
| 20 | -1.4137166941 | 2.4566437898 |
| 21 | -1.2391837689 | 2.4566437898 |
| 22 | -1.0646508437 | 2.4566437898 |
| 23 | -0.8901179185 | 2.4566437898 |
| 24 | -0.7155849933 | 2.4566437898 |
| | | |
| | | |
| | | |

各行が1つの反応座標の組に相当します。行の1列目にはその反応座標の組を識別するための番号を整数で入力します。2列目以降は、定義した拘束条件の順番で反応座標の値を入力します。この例では2種類の反応座標を検討していることになります。1つ目の反応座標の組では1番目の拘束条件として“-1.9373154697”という値、2番目の拘束条件として“2.26711906”という値を指定することになります。単位は、PHASEのデフォルトの単位を利用して指定するようにしてください。長さならばbohr単位、角度ならradian単位です。

5.4.2.3 計算の実行方法

拘束条件付きダイナミクスは、「反応座標を逐次変化させて計算する」ケースにおいては原子配置に対する並列計算に対応しています。PHASEを以下のように起動してください。

```
% mpirun -np NP phase ne=NE nk=NK nr=NR
```

ここで、NPがMPIプロセス数、NEがバンド並列数、NKがk点並列数、NRが原子配置並列数であり、NP = NE x NK x NRという関係が成立している必要があります。この機能を利用する場合、継続計算の処理がプログラム内で若干変化するので、継続計算間でnrを指定したりしなかったりするとエラーとなる点にご注意ください。nrは1でも構わないので、原子配置並列を継続計算のあるタイミングで無効にする場合、NRを1とすれば目的の動作を達成することができます。

5.4.2.4 計算結果の出力

出力ファイルは、「反応座標を逐次変化させる」機能を利用していない場合は通常のPHASEの出力と同様です。すなわち、file_names.dataファイルにおいてF_ENF識別子によって指定されるファイルに各ステップにおけるエネルギーや原子に働く力の最大値が、F_DYNM識別子によって指定されるファイルに各ステップにおける原子配置や各原子に働く力が出力されます。ただし、「原子に働く力の最大値」は、拘束条件を課すために必要な「拘束力」も含む点に注意が必要です。

他方、「反応座標を逐次変化させる」計算を実行している場合、次のようなファイル群が出力されます(ここで、F_ENF識別子によって指定されるファイルのファイル名をnfefn.data、F_DYNM識別子によって指定されるファイルのファイル名をnfdynm.dataとします)。

| | |
|--|---|
| nfefn.data.reacxx | xx番目の反応座標の、各ステップにおけるエネルギーおよび原子に働く力の最大値のデータが出力されます。 |
| nfefn.data.converged (構造最適化の場合のみ) | 各反応座標において、反応座標の値そのものと、収束したエネルギーおよび原子に働く力の最大値が出力されます。反応座標とエネルギーの関係をプロットすることによって、「反応経路」と「エネルギー」の関係を解析することができます。 |
| nfdynm.data.reacxx | xx番目の反応座標の、各ステップにおける原子配置や原子に働く力が出力されます。 |
| nfdynm.data.converged (構造最適化の場合のみ) | 各反応座標において、構造最適化が収束した後の原子配置が出力されます。 |
| nfbluemoon.data.reacxx (分子動力学シミュレーションの場合のみ) | xx番目の反応座標の、自由エネルギー差を算出するために必要なラグランジュの未定乗数の値が記録されます。 |

さらに、継続計算ファイルや波動関数・電荷密度ファイルなどは反応座標ごとに出力されます。

5.4.2.5 Blue Moon 法による自由エネルギーの計算

(1) 機能の概要

拘束条件付きの分子動力学シミュレーションが発生する統計集合(blue moon ensemble)のデータを利用すると、検討した反応座標の経路上における自由エネルギーの変化を算出することができます[1]。反応座標が ξ_1 から ξ_2 へ変化する場合の自由エネルギー差は、次のように計算することが可能です。

$$W(\xi_1) - W(\xi_2) = \int_{\xi_2}^{\xi_1} d\xi \frac{\partial W}{\partial \xi}.$$

ここで自由エネルギーの反応座標微分, $\left\langle \frac{\partial W}{\partial \xi} \right\rangle_{\xi}$ は mean force と呼ばれる物理量であり、ハミルトニアン H の反応座標微分と次のような関係があります。

$$\frac{\partial W}{\partial \xi} = \left\langle \frac{\partial H}{\partial \xi} \right\rangle_{\xi}^{\text{cond}}.$$

ここで $\langle \dots \rangle^{\text{cond}}$ とは「条件付き統計平均」です。拘束条件付き分子動力学シミュレーションの統計平均と条件付き統計平均は単純には結びつきませんが、(21)式は 拘束条件付き分子動力学を遂行する際に計算するラグランジュの未定乗数 λ を利用して以下のように計算することができます。

$$\begin{aligned} \frac{\partial W}{\partial \xi} &= - \frac{\langle |\mathcal{E}|^{-1/2} \lambda \rangle}{\langle |\mathcal{E}|^{-1/2} \rangle} \\ \mathcal{E} &= \sum_i \frac{1}{m_i} \frac{\partial \xi}{\partial \vec{r}_i} \frac{\partial \xi}{\partial \vec{r}_i} \end{aligned}$$

(22)式には、厳密にはより複雑な補正項が付きませんが、実用上は問題ないとされています。

PHASEによる拘束条件付き分子動力学シミュレーションの結果から自由エネルギー差を計算するには、PHASEパッケージに付属している `bluemoon` プログラムを利用します。

現バージョンでは、`bluemoon` プログラムは反応座標が1つの場合のみに対応しています。

(2) `bluemoon` プログラムのコンパイル

`bluemoon` プログラムのソースコードは、PHASE インストールディレクトリーの `src_bm` ディレクトリーに納められています。`bluemoon` プログラムは Fortran90 コンパイラーと C コンパイラーを必要とします。Fortran90 コンパイラーを環境変数 `F90` に、C コンパイラーを環境変数 `CC` に設定し、`make` コマンドを発行すればコンパイルすることができます。以下はお使いのシステムが `bash` で、Fortran コンパイラーのコマンドが `f90`、C コンパイラーのコマンドが `cc` の場合の例です。

```
% cd phase0_2015.01
% cd src_bm
% export F90=f90
% export CC=cc
% make
% make install
```

環境変数 `F90` と `CC` の指定がない場合、`gfortran` と `gcc` がデフォルト値として利用されます。コンパイルが終了すると、`bluemoon` という名前の小さなプログラムが作成されます。`% make install` とすると `phase0_2015.01/bin` ディレクトリーの下に `bluemoon` を移すことができます。

(3) bluemoon プログラムの入力パラメータ

bluemoon プログラムの入力ファイルは、PHASE のそれと同等です。nfnp.data ファイルに thermodynamic_integration ブロックを作成し、計算条件を入力します。たとえば以下ようになります。

```
thermodynamic_integration{
  nsteps=2000
  nequib=1000
  istart_reac_coords=1
  nreac_coords=14
  nsample=10
  smooth=off
  basedir=.
}
```

thermodynamic_integration ブロックでは以下の指定を行うことができます。

| | |
|--------------------|---|
| nsteps | 各反応座標における分子動力学シミュレーションの総ステップ数を指定します。デフォルト値は 2000 ですが、実施した計算に合わせて変更してください。 |
| nequib | nsteps の内、平衡化のため捨てるステップ数を指定します。nsteps よりも小さく、熱平衡に至ったと考えられる値を指定してください。 |
| istart_reac_coords | 最初に検討する反応座標の ID を入力します。デフォルト値は 1 です。 |
| nreac_coords | 最後に検討する反応座標の数を指定します。 |
| nsample | 統計誤差を見積もる場合にシミュレーションを何分割するかを指定します。 |
| smooth | on とすると、三次のスプライン関数によって計算結果を滑らかにします。 |
| basedir | 結果を出力するディレクトリーを指定します。デフォルト値はカレントディレクトリーです。 |

(4) bluemoon プログラムの実行方法

以上のような入力を作成したら、次のように bluemoon を走らせます。

```
% bluemoon inputfile
```

引数で指定する inputfile は入力ファイルのファイル名です。指定がない場合、nfnp.data という文字列が採用されます。

(5) 計算結果の出力

計算が終了すると、次のファイルが作成されます。

● potential_of_mean_force.data

自由エネルギーの計算結果が出力されます。以下のような形式で出力されます。

```
#value, potetial of mean force in Hartree, eV, kcal/mol, kJ/mol
2.4566437898 -0.0215821952 0.0003443042 -0.5872816633 0.0093689992 -13.5430301648
0.2160541460 -56.6640534911 0.9039707906
2.2676711910 -0.0224669448 0.0003796767 -0.6113569350 0.0103315334 -14.0982188431
0.2382507016 -58.9869635475 0.9968412043
2.0786985910 -0.0226882285 0.0004435350 -0.6173783747 0.0120692073 -14.2370764737
0.2783223931 -59.5679440305 1.1645012069
.....
.....
.....
```

各行が 1 つの反応座標のデータに相当します。1 列目が反応座標の値、2 列目、3 列目がハートリー単位、4 列目、5 列目が電子ボルト単位、6 行目と 7 行目が kcal/mol 単位、8 行目と 9 行目が kJ/mol 単位での自由エネルギーとその統計誤差の結果に対応します。

- ean_force_raw.data

検討した反応座標から得られる mean force の計算結果が出力されます。次のような形式で出力されます。

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 2.4566437898 | 0.0066082098 | 0.0188118786 |
| 2.2676711910 | 0.0034758686 | 0.0099291734 |
| 2.0786985910 | -0.0009537509 | 0.0028573953 |
| 1.8897259920 | -0.0074922663 | 0.0213420952 |
| 1.7007533930 | -0.0098143395 | 0.0279585555 |
| 1.5117807940 | -0.0157974842 | 0.0449758051 |
| 1.3228081950 | -0.0161451965 | 0.0459534340 |
| | | |
| | | |
| | | |

potential_of_mean_force.data ファイルと同様に、各行が 1 つの反応座標のデータに相当します。1 列目が反応座標の値、2 列目が mean force の値(単位 : hartree/対応する反応座標の単位)、3 列目が統計誤差に相当します。

- mean_force_smoothed.data

三次のスプライン関数によって自由エネルギー計算を滑らかにする場合 mean force を滑らかにしたあとに(20)式の積分を実施しますが、その滑らかにした mean force の計算結果が出力されます。そのデータ形式は、mean_force_raw.data ファイルから統計誤差の列を除いたものになります。

5.4.2.6 計算例 : H₂O₂ および H₂S₂ 分子の回転障壁の解析

拘束条件付き構造最適化計算の例として、H₂O₂ および H₂S₂ 分子の回転障壁の解析例を紹介します。H₂O₂, H₂S₂ は図 5.47 で示す分子構造を有する単純な分子です。HOOH (HSSH) が成す 2 面角の回転ポテンシャルは、H 原子同士の相互作用と H 原子と O(S) 原子の孤立原子対との相互作用が競合し、W 型ポテンシャルになることが知られています。2 面角を拘束した構造最適化を複数の 2 面角において実施することにより、このような振る舞いが得られるかどうかを確認します。

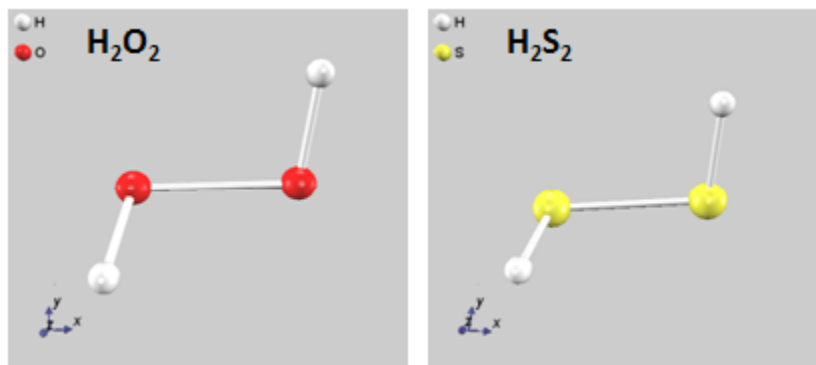


図 5.47 H₂O₂ および H₂S₂ 分子の分子構造

この例題の入力ファイルは、samples ディレクトリ以下の constraints 以下、H2O2 および H2S2 ディレクトリにあります。まず、structure ブロックの下には以下の記述があります。

```
structure{
  constrainable1{
    type = dihedral_angle
    atom1 = 2
    atom2 = 4
    atom3 = 3
    atom4 = 1
    reaction_coordinate{
      sw_reaction_coordinate = on
      init_value = 9 degree
      final_value = 179 degree
      increment = 10 degree
    }
  }
}
```

```

}
...
...
}

```

constrainable1 ブロックを作成し、その下で拘束条件の指定を行っています。この例題では拘束条件は一つのみ課しますが、互いに相いれる拘束条件であるならばいくつでも定義することが可能です。今は2面角の拘束を実施するので、type変数としてはdihedral_angleを指定しています。また、2面角を定義するために必要な4つの原子の番号をatom1からatom4変数によって指定しています。さらに、reaction_coordinateブロックを作成し、この拘束条件を逐次変化させる指定を行います。sw_reaction_coordinateをon、init_valueとfinal_valueをそれぞれ9 degreeと179 degree、incrementを10 degreeとしています。このような指定によって、9°から179°まで、10°刻みで2面角を変化させて構造最適化を行います。

図 5.48 に、2面角と最適化の結果得られたエネルギーの関係を示します。図 5.48 には、実験結果[2]も併せて実線で表示しています。一見して明らかなように、計算結果と実験結果はよい一致が得られています（おおよそ 1 kcal/mol 程度の違い）。

H₂O₂ と H₂S₂ の大きな違いは2点あります。1点目は、安定な2面角の値です。H₂O₂ は四面体の角度である 109.5° に近い値が安定であるのに対し、H₂S₂ は 90° 付近が安定な2面角です。2点目は trans 障壁エネルギー（図 5.48 では 180° 付近の障壁エネルギー）の高さです。H₂O₂ と比較すると、H₂S₂ の trans 障壁ははるかに大きく、実験的には約 6 倍の値が得られています。いずれの点も本計算によって再現されており、妥当な結果が得られているものと考えられます。

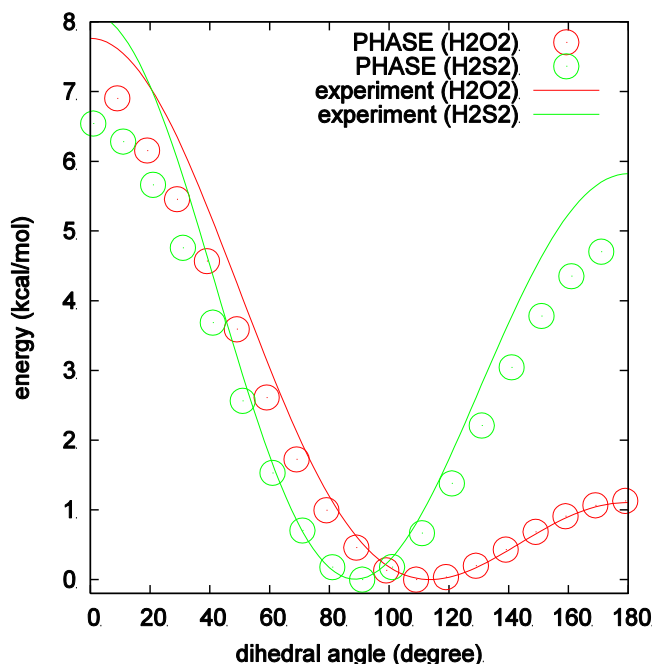


図 5.48 H₂O₂ および H₂S₂ 分子の 2 面角とエネルギーの関係

5.4.2.7 使用における注意点

拘束条件付きダイナミクスは、全ての擬ポテンシャルと組み合わせて利用することができます。継続計算にも対応しています。また、反応座標に対する並列を実行することができます。反応座標に対して並列計算を行う場合、NEB 法の場合と同様以下のようなコマンドを利用します。

```

% mpirun -n NP phase ne=NE nk=NK nr=NR

```

5.4.2.8 参考文献

- [1] Michiel Sprik and Giovanni Ciccotti, Journal of Chemical Physics **109** (1998) p. 7737.
- [2] G. Pelz, K. Yamada, and G. Winnewisser, Journal of Molecular Spectroscopy **159**, (1993) p. 507.

5.4.3 Meta-dynamics 法

5.4.3.1 機能の概要

Meta-dynamics 法[1], [2]は、化学反応などの障壁エネルギーの存在する過程を効率よく解析するための手法です。Meta-dynamics 法においては、 $S_{\alpha}(r)$ という“集団変数”を導入します。ここでいう集団変数とは、具体的には対象とする系の原子座標から定義可能な反応座標（ボンド長やボンド角などの内部座標や配位数など）を複数集めたものです。各集団変数には、仮想的な“粒子”が割り当てられます。この、“仮想的な粒子の運動”のことを Meta-dynamics とよびます。Meta-dynamics のアルゴリズムをうまく設計することによって、効率よく（検討している集団変数が作る）自由エネルギー表面を探索することができると考えられます。ここでは、PHASE に実装された Meta-dynamics 法の利用方法を説明します。

Meta-dynamics 法では、計算の履歴に依存するバイアスポテンシャル $V(t, s)$ をある間隔（通常数十から数百 MD ステップ）で足しこんでいきます。このような方針を採用することによって、自由エネルギー空間において一度訪れた点に訪れづらくする効果が発揮されます。十分長い時間シミュレーションを行うと $V(t, s)$ が自由エネルギー空間を埋め尽くしてしまい、反応は自由に起こることができるようになります。この状態に至る $V(t, s)$ （に-1を掛けた量）がすなわち自由エネルギーであるとみなすことができます。

Meta-dynamics 法によるシミュレーションの模式的な様子を図 5.49 に示します。この図では、まずシミュレーションは1の数字が割り当てられた谷から始まります。2のバイアスを足し、さらに3のバイアスを足すと新しい局所極小（図中で最も左側の谷）に至ります。さらに4, 5, 6とバイアスポテンシャルを足すともっともエネルギーの低い谷（図中で最も右側の谷）へ至ることができます。最後に7のバイアスを足し、さらに8のバイアスポテンシャルまで足すと、系は集団変数の空間を自由に行き来できるようになります。この時点でのバイアスポテンシャルに-1を掛けると、それは自由エネルギーと見做すことができることが分かります。

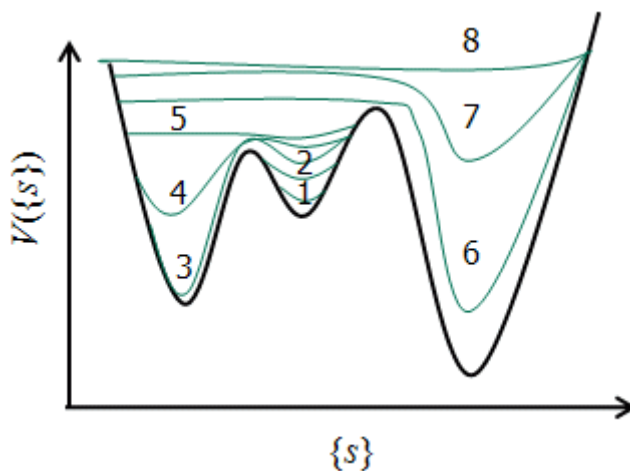


図 5.49 Meta-dynamics シミュレーションの模式図

Meta-dynamics 法の特徴として、反応座標と関連付けられた複数の動力学変数の動力学を追跡する点が挙げられます。この考え方を導入することによって、複数の反応座標を検討することが容易となり、また動力学変数自身が“もっともらしい”反応経路を探索してくれる効果が期待できます。また、blue moon 法の場合複数の反応座標を取り扱うことは（原理上は可能ではありますが）難しいのに対し、meta dynamics 法においては比較的容易です。したがって、反応座標が複数ある場合や、反応経路が自明でない場合などにおいて有効な方法であると考えられます。バイアスポテンシャル導入の方針の違いにより、自由エネルギー表面を粗く、すばやく探索することも、きめ細かく、精度よく探索することも可能です。Meta-dynamics 法シミュレーションは、あらかじめ決められた間隔でバイアスポテンシャルを足しながら進行していきます。この際にバイアスポテンシャルを構築するには、時刻 0 から現在までのデータをすべて利用して和を取る必要があるため、Meta-dynamics 法は $O(t^2)$ の計算手法となります（ただし、第一原理計算で利用するかぎりこの点が制約になることはないでしょう）。

Meta-dynamics 法のハミルトニアンは、具体的には、次のように記述されます。

$$H_{\text{meta}} = H_{\text{MD}} + \sum_{\alpha} \frac{1}{2} \mu_{\alpha} \dot{s}_{\alpha}^2 + \sum_{\alpha} \frac{1}{2} k_{\alpha} (S_{\alpha}(\mathbf{r}) - s_{\alpha})^2 + V(t, s),$$

$$V(t, s) = \sum_{t_i < t} w \exp \left[- \sum_{\alpha} \frac{(s_{\alpha}(t) - s(t_i))^2}{2\Delta s_{\alpha}^2} \right]$$

ここで、 α は集団変数に含まれる各変数を識別する変数、 μ_{α} と s_{α} はそれぞれ仮想的な粒子の質量と座標、 $S_{\alpha}(\mathbf{r})$ は対象としているシステムから定義される「集団変数」、 k_{α} は仮想的な粒子の座標と集団変数を結びつける「ばね定数」、 $V(t, s)$ がバイアスポテンシャルです。足しこんでいったバイアスポテンシャルを記録しておく、そこから自由エネルギーを見積もることも可能です。このようなハミルトニアンから得られる動力学は、次のようにまとめることができます。

- 系は、集団変数を通して仮想的な粒子の座標値に緩く拘束される。
- 仮想的な粒子の座標は、バイアスポテンシャルの効果によって、すでに訪れた点には再訪づらい。

仮想的な粒子の座標の運動と系の運動の特徴的なタイムスケールが異なれば（仮想的な粒子の方が長いタイムスケールであれば）、系の運動は仮想的な粒子の運動の影響をそれほど受けないので局所的には正しく系の運動を追跡し、かつゆるやかに集団変数の張る空間を探索することが可能となります。仮想的な粒子の質量は、上記の原理より集団変数の固有振動モードが系よりも遅くなるように設定します。

Meta-dynamics 法は、仮想粒子の動力学を追跡するのではなく、系に直接バイアスポテンシャルを足しこんでいくことによって実現する手法もあります[3]。このような方針を採用すると、仮想的な粒子の質量やそれと集団変数を結びつけるばね定数の定義が不要となり、よりシンプルに実行することが可能となります。

5.4.3.2 入力パラメータ

本機能と関連あるタグの一覧を表 5.3 に示します。

表 5.3 メタダイナミクスに関連のあるタグの一覧

| 第1ブロック識別子 | 第2, 第3ブロック識別子 | タグ識別子 | 説明 |
|---------------|---------------------|--------------------|---|
| control | | driver | ダイナミクスの種類を選択する変数。拘束条件付きダイナミクスの場合 <code>meta_dynamics</code> を指定する。 |
| meta_dynamics | | | メタダイナミクスの設定を行うブロック |
| | | meta_dynamics_type | メタダイナミクスの“種類”の指定 <code>bias_and_fictitious</code> , <code>bias_only</code> , <code>bias_generation</code> のいずれか デフォルト値は <code>bias_only</code> . |
| | | max_bias_update | 最大バイアス更新回数を指定する。 デフォルト値は1(負の数値の場合、この条件では停止しないことを意味する)。 |
| | | extensive_output | on とすると通常は不要な出力も得られる |
| | | output_per_rank | on とするとレプリカ並列時に各ランクごとに出力が得られる |
| | collective_variable | | 集団変数の指定を行うブロック。 |
| | | type | 集団変数の“種類”の指定。拘束条件付きダイナミクスと同じ。 <code>bond_length</code> , <code>bond_angle</code> , <code>dihedral_angle</code> , <code>bond_length_diff</code> , <code>bond_angle_diff</code> , <code>distance_from_pos</code> , <code>plane</code> , <code>center_of_mass</code> , <code>coordination_number</code> |
| | | atomx | 拘束条件に関わる原子を指定する。xは整数で、たとえば <code>type = bond_length</code> の場合2原子が拘束に関わるので <code>atom1</code> と <code>atom2</code> で指定する。 |

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|--|
| | | k | 仮想粒子のばね定数を指定する |
| | | delta_s | バイアスポテンシャルの幅, ΔS を指定する |
| | | smin | バイアスポテンシャル出力の最小値を指定 |
| | | smax | バイアスポテンシャル出力の最大値を指定 |
| | | ds | バイアスポテンシャル出力の刻み幅を指定 |
| | | control_velocity | onにした場合, 仮想粒子の速度を制御する |
| | | mass_thermo | 仮想粒子の速度を制御する場合の熱浴の質量 |
| | | target_KE | 仮想粒子の速度を制御する場合のターゲット運動エネルギー |
| | plane | | 面内拘束における面の法線ベクトルを指定するブロック |
| | | normx,normy,normz | 法線ベクトルの x,y,z 成分 |
| | distance_from_pos | | 場所の指定を行うブロック |
| | | posx,posy,posz | 指定したい場所の x,y,z 成分 |
| | coordination_number | | 配位数指定を行うブロック |
| | | kappa_inv | 配位数定義式の κ の逆数を長さの単位で指定 |
| | | kappa | 配位数定義式の κ を 1/bohr 単位で指定 |
| | | rcut | 配位数定義式の r_c の値を長さの単位で指定 |
| | center_of_mass | | 重心を変化させる方向を指定するブロック |
| | | directionx | 指定したい方向の x 成分 |
| | | directiony | 指定したい方向の y 成分 |
| | | directionz | 指定したい方向の z 成分 |
| | bias_potential | | バイアスポテンシャルの設定を行うブロック |
| | | height | 一度に足すバイアスポテンシャルの高さをエネルギーの単位で指定 |
| | | update_frequency | バイアスポテンシャルを足す頻度を指定 たとえば 10 とすると, 10MD ステップに 1 回バイアスポテンシャルが更新される。 デフォルト値は 20。 |
| | | output_frequency | meta_dynamics_type が bias_generation の場合に, バイアスポテンシャル構築を何回に 1 回行うかを指定する。 デフォルト値は 10 |
| | continuation_strategy | | レプリカ並列計算時における継続計算の方針を設定する。 |
| | | randomize_velocity | on とすると速度は継続せず乱数で決まるようになる |
| | | scale_velocity | on とすると継続時下記の velocity_scaling_factor に応じて速度がスケールされる。 |
| | | velocity_scaling_factor | 読み込んだ速度をスケールする値。デフォルト値は 1 |
| | | configuration_from_input | on とすると, 継続計算ファイルではなく入力ファイルから座標データを読み込む。デフォルト値は off |

Meta-dynamics 法の入力パラメータの指定について説明します。

Meta-dynamics 法の計算は, 以下の指定を行います。

- Meta-dynamics 法を有効に指定する
- Meta-dynamics の振る舞いを指定する (ダイナミクス追跡モード, バイアスポテンシャル更新回数, 出力形式など)
- 温度一定の MD シミュレーションの設定を行う
- 集団変数の定義を行う (集団変数に含める反応座標の情報を集団変数の数だけ定義)
- バイアスポテンシャルの設定を行う (バイアスポテンシャルの高さ, 幅, 更新頻度など)
- レプリカ並列計算を実行する場合, その設定。
- Meta-dynamics 法を有効に指定する

Meta-dynamics 法の機能を有効にするには、control ブロックにおいて以下の指定を行います

```
control{
  driver = meta_dynamics
}
```

この指定により、PHASE の通常の原子ダイナミクスコードではなく、Meta-dynamics 計算用のメイン・プログラムが呼ばれます。

● Meta-dynamics の振る舞いの設定

Meta-dynamics の全体的な振る舞いの設定方法を説明します。この設定は、入力ファイルの最上位に meta_dynamics ブロックを作成し、さらに以下のような変数・ブロックを定義することによって行います。

```
meta_dynamics{
  meta_dynamics_type = bias_only
  max_bias_update = -1
  extensive_output=on
  output_per_rank=on
  output_cvar_every_step=off
  continuation_strategy{
    randomize_velocity=on
    scale_velocity=off
    velocity_scaling_factor=0.7
    configuration_from_input=off
    ...
    ...
  }
}
```

meta_dynamics ブロックでは、以下の変数/ブロックの設定を行うことができます。

meta_dynamics_type 変数

bias_and_fictitious, bias_only, bias_generation のいずれかを指定します。bias_and_fictitious とすると仮想粒子の動力学を考慮したメタダイナミクスを、bias_only とするとバイアスポテンシャルのみを有効にしたメタダイナミクスを実行することができます。bias_generation とした場合 Meta dynamics は実行されず、作業ディレクトリーに存在するファイルからバイアスポテンシャルの構築および出力のみが実行されます。

max_bias_update 変数

最大何回バイアスポテンシャルを更新するかを指定します。負の値を指定すると、バイアスポテンシャルの更新回数では計算は停止しません。これがデフォルトの振る舞いです。

output_per_rank 変数

n とすると、レプリカ並列計算実行時に出力が各ランクごとに得られます。

extensive_output 変数

on とすると、仮想粒子の速度や仮想粒子に働く力など、通常は不要な出力も得られます

continuation_strategy ブロック

レプリカ並列計算実行時における継続計算の方針の設定を行います。レプリカ並列計算時には、並列数を変化させた場合に以前の計算を厳密に再現することはできないので、ここでどのような方針で継続するのか決定する必要があります。このブロックでは、以下の設定を行うことができます。

randomize_velocity

on とすると、継続計算実行時に速度を継続せず、乱数で割り振ります。デフォルト値は off。

scale_velocity

on とすると、読みこんだ速度をつぎに説明する

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <code>velocity_scaling_factor</code> の値に応じてスケールします。デフォルト値は <code>off</code> 。 |
| <code>velocity_scaling_factor</code> | 読み込んだ速度にここで指定した値をかけます。デフォルト値は 1。 |
| <code>configuration_from_inpu</code> | <code>on</code> とすると、継続計算ファイルではなく入力ファイルから座標データを読み込む。デフォルト値は <code>off</code> 。 |

- 集団変数の定義

集団変数とは、“反応座標”を複数まとめたものです。この指定は、`meta_dynamics` ブロック以下において行います。典型的な例は下記の通りです。

```
meta_dynamics{
  ....
  ....
  collective_variable{
    mass=1000
    k=100
    delta_s = 0.08
    control_velocity=on
    mass_thermo = 50
    target_KE = 0.1
  }
  collective_variable1{
    type=bond_length
    atom1=5
    atom2=4
    delta_s=0.05 angstrom
    smin=1 angstrom
    smax=5 angstrom
    ds = 0.1 angstrom
  }
  ....
  ....
}
```

まず、`meta_dynamics` ブロックの下に `collective_variable` ブロックを作成します。`collective_variable` ブロックには全集団変数に共通の設定を行います。後に説明する集団変数個別の設定に記述がない項目のみここでの設定が反映されます。

次に、集団変数を定義したい数だけ `collective_variablexx` ブロックにおいて定義します。ここで `xx` は集団変数の ID です。任意の数の集団変数を定義することが可能ですが、1 から連続的に変化する整数を指定する必要があります。たとえば、`collective_variable1`、`collective_variable2`、`collective_variable4` の 3 つの `collective_variablexx` ブロックがあった場合、`collective_variable1` と `collective_variable2` のみ解釈されます。`collective_variable` および `collective_variablexx` ブロックは、拘束条件付きダイナミクスの設定の際に設定する拘束条件と同様の変数を定義することが可能となっています。具体的には、以下の変数を定義することが可能です。

| type 変数 | | 集団変数の“種類”を指定します。以下のいずれかの値をとります。 |
|---------|-------------------------------|---------------------------------|
| | <code>bond_length</code> | 2 原子間の距離を集団変数とします。 |
| | <code>bond_angle</code> | 3 原子の成すボンド角を集団変数とします。 |
| | <code>dihedral_angle</code> | 4 原子の 2 面角を集団変数とします。 |
| | <code>bond_length_diff</code> | 2 原子間の距離の差を集団変数とします。 |
| | <code>plane</code> | ある原子の指定の面内での位置集団変数とします。 |
| | <code>center_of_mass</code> | 指定の原子群の重心を位置集団変数とします。 |

| | | |
|--------------------------|---------------------|---|
| | coordination_number | 配位数を位置集団変数とします。 |
| | distance_from_pos | ある場所からの距離を集団変数とします。 |
| atomx 変数 | | 指定の集団変数に関わる原子を指定します。x は数字であり、たとえば 2 原子間の距離の場合は 2 つの原子が拘束に関わるので、atom1 と atom2 に対応する原子の番号を指定します。type が coordination_number の場合、配位数を計算する中心の原子の番号を指定します。 |
| plane ブロック | | 面内拘束の場合の、拘束したい面の法線ベクトルを指定するためのブロックです。次の変数を指定することができます。 |
| | normx | 法線ベクトルの x 座標。 |
| | normy | 法線ベクトルの y 座標。 |
| | normz | 法線ベクトルの z 座標。 |
| coordination_number ブロック | | 配位数拘束の場合原子 i の配位数 n_i は $n_i = \sum_{j \neq i} \frac{1}{\exp[\kappa(r_j - r_i - r_c)] + 1}$ と定義していますが、この式における κ, r_c の値を指定するブロックです。次の変数を指定することができます。 |
| | kappa_inv | $\frac{1}{\kappa}$ の値を、長さの単位で指定します。 |
| | kappa | κ の値を、1/bohr 単位で指定します。kappa_inv よりも優先されます。 |
| | rcut | r_c の値を長さの単位で指定します。 |
| mass 変数 | | 仮想粒子の質量を指定します。meta_dynamics_type が bias_and_fictitious の場合のみ意味のある指定です。 |
| k 変数 | | 仮想粒子と集団変数の結びつきを決める、ばね定数を指定します。meta_dynamics_type が bias_and_fictitious の場合のみ意味のある指定です。 |
| delta_s 変数 | | (23)式の δs_q の値を指定します。 |
| smin 変数 | | バイアスポテンシャル出力の際の最小値を指定します。 |
| smax 変数 | | バイアスポテンシャル出力の際の最大値を指定します。 |
| ds 変数 | | バイアスポテンシャル出力の際の“刻み幅”を指定します。 |
| control_velocity 変数 | | “on”にした場合、仮想粒子のダイナミクスを追跡する際に熱浴を付与することによってその速度を制御します。meta_dynamics_type が bias_and_fictitious の場合のみ意味のある指定です。 |
| mass_thermo 変数 | | control_velocity が“on”の場合の、熱浴の“質量”を指定します。 |
| target_KE 変数 | | control_velocity が“on”の場合の、目的とする仮想粒子の温度を指定する。 |

- バイアスポテンシャルの設定

バイアスポテンシャルの設定は、meta_dynamics ブロックの下に bias_potential ブロックを作成して行います。以下に典型的な例を示します。

```

bias_potential{
  height = 0.02 eV
  update_frequency=20
  output_frequency=100
}

```

bias_potential ブロックにおいて定義可能な変数は下記の通りです。

height 変数 一度に足すバイアスポテンシャルの高さをエネルギーの単位で指定します。一度に足すバイアスポテンシャルの幅は、各集団変数固有の量であるので `bias_potential` ブロックではなく集団変数固有の設定を行う `collective_variablexx` ブロック以下で行います。

output_frequency 変数 `meta_dynamics_type` が `bias_generation` の場合のみ意味のある指定です。何回に 1 回バイアスポテンシャルを出力するかを指定します。

update_frequency バイアスポテンシャルの更新頻度を指定します。デフォルト値は 20 です。

- レプリカ並列計算の設定

初期速度を変化させる

特に指定がない場合、初期座標はすべてのレプリカで共通で、初期速度の乱数のみ異なる、という条件で計算がなされます。位相空間上異なる点から始めるので、座標が同じでも各レプリカはいずれ異なる軌跡をとるようになります。ただし、当然のことながら最初のうちは（座標値は）ほぼ同じ軌跡となります。

初期の座標値をランクごとに明示的に指定する

入力ファイルにおいて、レプリカごとに異なる座標データを指定することも可能です。この設定は、`atomsxx` ブロック（ここで `xx` は MPI ランクの数字）を作成し、そこで座標値を設定することによって行います。たとえば、ランク 0 が担当するレプリカとランク 1 が担当するレプリカにそれぞれ異なる座標値を与えるには、次のような記述を行います。

```

structure{
  atom_list{
    ....
    atoms0{
      #units angstrom
      #default weight = 1, element = Si, mobile = 1
      #tag element rx ry rz mobile weight
      C 5.0157363043      5.6563796505      5.8043454319 1 1
      C 4.7499007526      4.2727134018      5.7364572058 1 1
      ...
      ...
    }
    atoms1{
      #units angstrom
      #default weight = 1, element = Si, mobile = 1
      #tag element rx ry rz mobile weight
      C 4.5897384578      5.5998560107      5.7723226564 1 1
      C 5.1658344359      4.3217914066      5.6857269157 1 1
      ...
      ...
    }
  }
}

```

5.4.3.3 計算の実行方法

Meta-dynamics 法を実行するには、通常の PHASE による計算と同様に以下のコマンドを発行します。

```
mpirun -n NP phase ne=NE nk=NK nr=NR
```

ここで NP は MPI プロセス数、NE はバンド並列数、NK は k 点並列数、NR はレプリカ並列数です。NP=NE×NK×NR という関係が成立している必要があります。ne, nk, nr はいずれも省略可能（デフォルト値は 1 すべて無指定の場合 NE=NP）です。

通常 Meta dynamics 実行時に得られるバイアスポテンシャルの出力は「最も最近得られたバイアスポテンシャル」のみですが、バイアスポテンシャルをポスト处理的に計算し、それを出力させることもできます。この機能を利用するには、入力ファイルの meta_dynamics ブロックの meta_dynamics_type 変数に bias_generation という文字列を指定します。この時、meta_dynamics ブロックの下の bias_potential ブロックにおいて定義される、bias_output_frequency 変数に指定された回数に 1 回出力を行います。たとえば、bias_output_frequency が 10、バイアスの総更新回数が 100 だった場合、10 回目、20 回目、30 回目、... 100 回目の更新時のバイアスポテンシャルがそれぞれ独立したファイルに出力されます。そのファイル名は、“bias_potential.data xx ”となります。ここで xx が対応する更新回数です。この設定を行ったあと、Meta-dynamics 解析を行ったディレクトリーにおいて PHASE を実行します。ファイルを読み込みバイアスポテンシャルを構築するのみなので、通常並列で実行する必要はありません。

5.4.3.4 計算結果の出力

Meta dynamics シミュレーションを行う場合、標準よりも多くのファイルが出力されます。以下に、各々について簡単に説明します。

- curr_bias_potential.data ファイル

“現在の”バイアスポテンシャルが記録されたファイルです。次のような形式で出力されます。

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 1.2000000000 | -3.1400000000 | 0.0000000000 |
| 1.3000000000 | -3.1400000000 | 0.0000000000 |
| 1.4000000000 | -3.1400000000 | 0.0000000000 |
| 1.5000000000 | -3.1400000000 | 0.0000000000 |
| 1.6000000000 | -3.1400000000 | 0.0000000000 |
| 1.7000000000 | -3.1400000000 | 0.0000000000 |
| | | |
| | | |
| 1.2000000000 | -3.0400000000 | 0.0000000000 |
| 1.3000000000 | -3.0400000000 | 0.0000000000 |
| 1.4000000000 | -3.0400000000 | 0.0000000000 |
| 1.5000000000 | -3.0400000000 | 0.0000000000 |
| 1.6000000000 | -3.0400000000 | 0.0000000000 |
| 1.7000000000 | -3.0400000000 | 0.0000000000 |
| | | |
| | | |

各行が“集団変数の組”に相当します。定義している数だけ集団変数が記録されたあと、その“集団変数の組”におけるバイアスポテンシャルの値が出力されます。

- bias_potential.data xx ファイル

バイアスポテンシャルを作成するのみのモードを利用した場合に得られる、更新回数に応じたバイアスポテンシャルのデータが出力されるファイルです。ファイル名の xx がバイアスポテンシャル更新回数に相当します。そのファイル形式は、curr_bias_potential.data と同様です。

- nfdynm.data_at_bias ファイル

バイアスポテンシャル更新時における座標データが出力されるファイルです。PHASE の標準座標データ出力形式である、F_DYNM 形式で出力されます。

- nfefn.data_at_bias ファイル

バイアスポテンシャル更新時におけるエネルギーの値が出力されるファイルです。PHASE の標準的なエネルギーデータ出力形である、F_ENF 形式で出力されます。

- collective_variables.data ファイル

バイアスポテンシャル更新時における集団変数の値が出力されるファイルです。次のような形式で出力されます。

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 2 | 1.6399047278 | 0.0906233310 |
| 3 | 1.6933783940 | 0.2327954221 |
| 4 | 1.6487636847 | 0.0655806009 |
| 5 | 1.7510381463 | -0.1403803460 |
| 6 | 1.7880912692 | -0.2122517967 |
| 7 | 1.7558411086 | -0.2557274737 |
| 8 | 1.7939362867 | -0.0296094373 |
| 9 | 1.7595919709 | 0.1959354384 |
| 10 | 1.7773637731 | 0.3761827029 |
| 11 | 1.7657919080 | 0.3998392061 |
| 12 | 1.7604309483 | -0.0107912799 |
| 13 | 1.6218441177 | -0.3366407543 |
| | | |

各行がバイアスポテンシャル更新のタイミングに対応します。一列目がバイアスポテンシャルの更新回数であり、二列目以降定義順に対応する集団変数の値が出力されます。

- bias_potential_parameters.data ファイル

バイアスポテンシャルのパラメーターが出力されるファイルです。継続計算のタイミングでこのパラメーターを変化させた場合、それ以前のパラメーターの値が分からないとバイアスポテンシャルの構築ができないことから必要なファイルです。次のような形式で出力されます。

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 2 | 0.0200000000 | 0.1000000000 | 0.1000000000 |
| 3 | 0.0200000000 | 0.1000000000 | 0.1000000000 |
| 4 | 0.0200000000 | 0.1000000000 | 0.1000000000 |
| 5 | 0.0200000000 | 0.1000000000 | 0.1000000000 |
| | | | |

各行がバイアスポテンシャル更新のタイミングに対応します。一列目がバイアスポテンシャル更新回数であり、二列目が(23)式における w の値、3列以降が各集団変数の(23)式における δs_α の値です。

5.4.3.5 計算例：炭化水素のエネルギー表面

(1) 概要

Meta dynamics 法を利用した例として、炭化水素のエネルギー表面を調べた例を紹介します。具体的には、 C_4H_6 分子の電子環状反応を取り上げます。 C_4H_6 分子は、trans 1-3 ブタジエン、cis 1-3 ブタジエン、シクロブテンの3種類の安定構造が知られています。シクロブテンは環状分子、trans 1-3 ブタンジエンは平面状の分子ですが、cis 1-3 ブタジエンは平面状にはならず、2面角を30°ほどひねった構造が安定な構造です(gauche 配座)。その分子構造を図 5.50 に示します。エネルギーは、高い順にシクロブテン、cis 1-3 ブタジエン、trans 1-3 ブタジエンであり、分子の反応としては、1-3 ブタジエンが閉環して環状化合物であるシクロブテンを生成する、あるいは逆にシクロブテンが開環し1-3 ブタジエンが生成される反応(電子環状反応)、また、2種類の1-3 ブタジエンの間の cis-trans 反応が考えられます。閉環・開環反応は化学結合の切断を要することから大きな障壁エネルギーがあり、1 eV 程度のオーダーであると考えられます。他方、cis から trans への変化はそこまでの障壁はなく、100 meV 程度のオーダーであると考えられます。特に、環状反応においては、1-3 ブタジエンとシクロブテンとでは2重結合の数が異なり、電子状態としては全く異なるものであるため、古典的なポテンシャルで取り扱うのは一般に難しいと言えます。この点を PHASE で正しく扱えるかどうかを確認します。

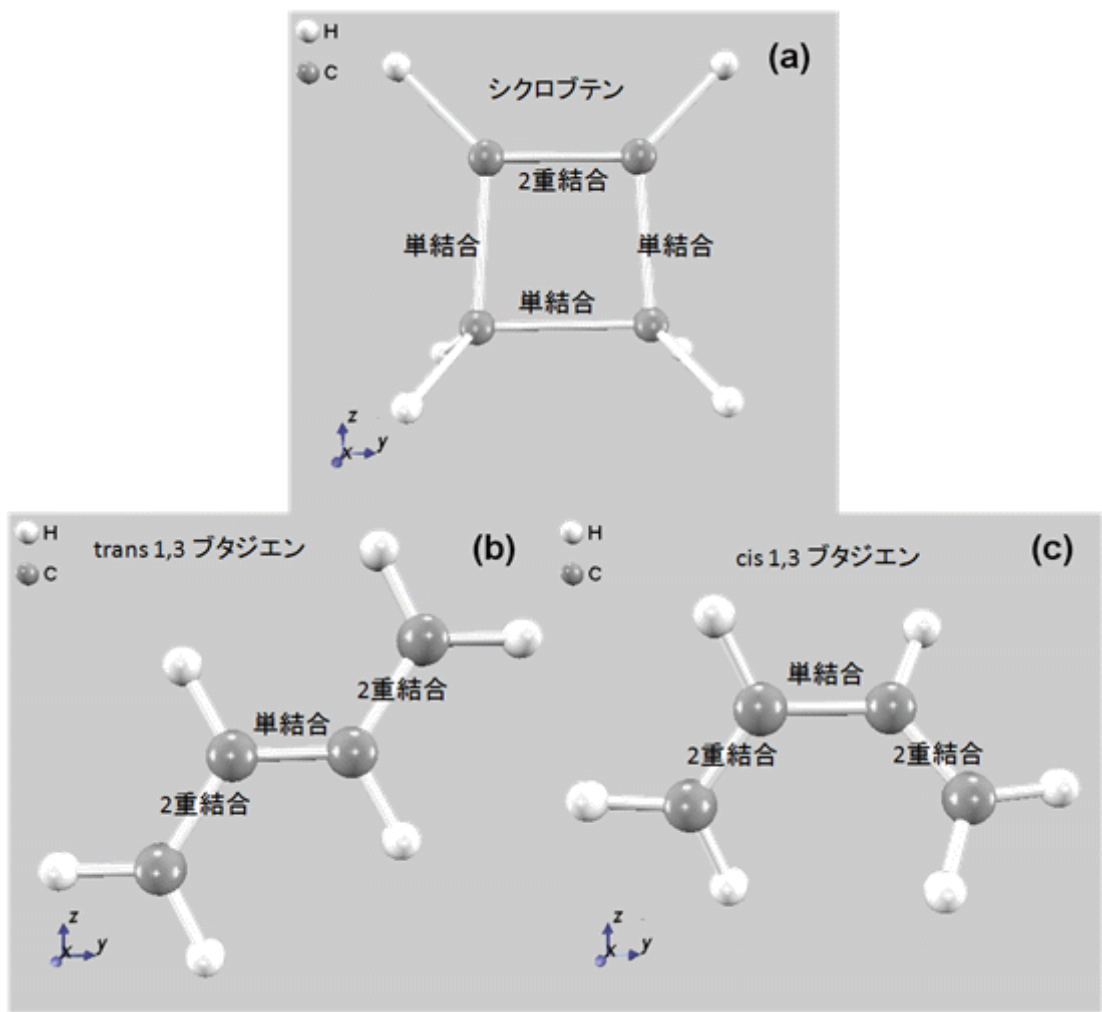


図 5.50 C_4H_6 分子の分子構造

初期の原子配置は、図 5.51 で示すシクロブテンを採用します。この初期構造は、PHASE によって最適化したものです。

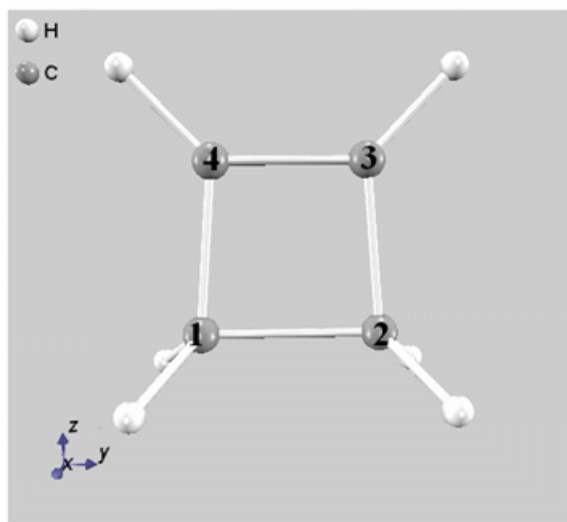


図 5.51 C_4H_6 分子の分子構造

(2) 入力パラメータ

Meta dynamics 法を有効に指定します。これは、control ブロックの下の driver 変数に meta_dynamics を指定することによって行います。

```
condition{
  driver = meta_dynamics
  ....
}
```

次に集団変数を定義します。その方針は様々ですが、ここでは以下を採用します。

1. 図 24の原子1と原子2の距離。パラメーターds, delta_sはそれぞれ0.1 Åと0.05 Å
2. 図 24の, 原子1-4-3-2の作る二面角。パラメーターds, delta_sはそれぞれ10° と5°

この設定は、meta_dynamics ブロックの下で以下のように実現します。

```
meta_dynamics{
  ....
  ....
  collective_variable1{
    type=bond_length
    atom1=5
    atom2=4
    delta_s=0.05 angstrom
!for bpot output
    smin=1 angstrom
    smax=5 angstrom
    ds = 0.1 angstrom
  }
  collective_variable2{
    type=dihedral_angle
    atom1=5
    atom2=3
    atom3=2
    atom4=4
    delta_s = 5 degree
!for bpot output
    smin = -180 degree
    smax = +180 degree
    ds = 10 degree
  }
}
```

バイアスポテンシャルの高さは0.02 eV(0.46 kcal/mol)とします。バイアスポテンシャルの更新頻度は、20 MD ステップに一度とします。この設定は、meta_dynamics ブロックの下に bias_potential ブロックを作成し、height パラメーターで指定することによって行います。

```
meta_dynamics{
  ....
  ....
  bias_potential{
    update_frequency = 20
    height=0.02 eV
  }
}
```

バイアスポテンシャルを更新する回数は任意ですが、信頼できる自由エネルギー表面を得るためには相当数の更

新回数が必要です。

(3) 計算結果

本シミュレーションによって得られる計算結果を解説します。まず、図 5.52 にバイアスポテンシャルを 18,140 回程度更新した結果得られたエネルギー表面の等高線図を示します。

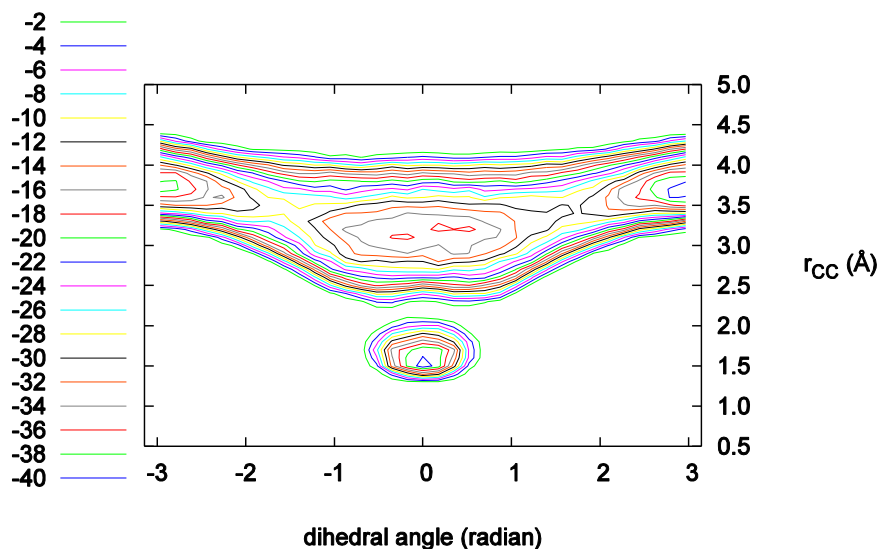


図 5.52 C₄H₆分子の自由エネルギー表面

図 5.52 より、ここで得られたエネルギーの等高線図には 4 つの安定点があることが理解できます。すなわち、原子間距離が約 1.5 Å程度で角度がほぼ 0 radian の点、原子間距離が 3.3 Å程度で角度が 0 radian、原子間距離が 3.7 Å程度で角度が±3 radian 程度の 2 つの点です。これらは、それぞれシクロブテン、cis 1-3 ブタジエン、trans 1-3 ブタジエンに相当します。絶対零度の計算の場合、cis ではなく gauche 配座となりますが、300K の Meta dynamics シミュレーションでは cis と gauche の明確な区別がつけられる結果は得られませんでした。得られたシクロブテンと trans 1-3 ブタジエンのエネルギー差は、16 kcal/mol 程度、シクロブテンと cis ブタジエンのエネルギー差は 12kcal/mol 程度となりました。いずれも、絶対零度の計算と比較するとより大きなエネルギー差です。

図 5.53 および図 5.54 には、集団変数がバイアスポテンシャルの更新と共にどのように変化していったかを示しています。二面角が図 26、炭素原子間距離が図 27 の振る舞いです。図 5.53 および図 5.54 より、バイアスポテンシャルを約 700 回ほど更新した時点で鞍点を超えてブタジエンに至っていることが理解できます。そこから 18,000 回程度の更新までは幅広くエネルギー表面を探索しています。図 5.50 からも分かるように、ここで考えている系はシクロブタンを除くと二面角に対して幅広い範囲の構造を取り得ます。そのため、この谷を埋め尽くすのに多くのバイアスポテンシャルの更新が必要となっています。18,000 回程度のバイアスポテンシャル更新の結果、再びシクロブタンへ戻ったことが確認できた時点(図 5.55)で計算を終了させました。

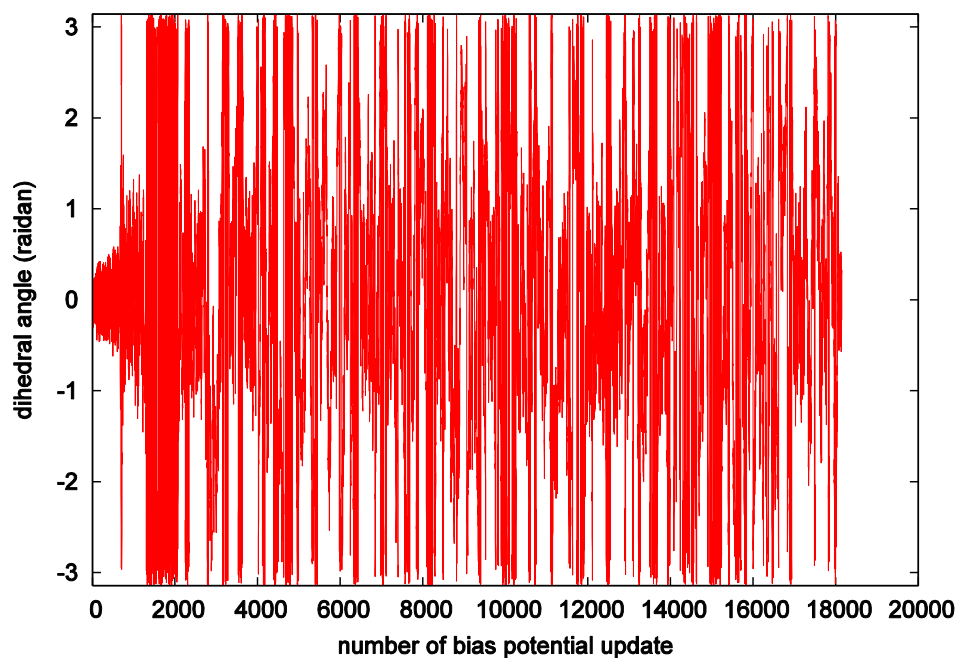


図 5.53 2 面角とバイアスポテンシャル更新回数の関係

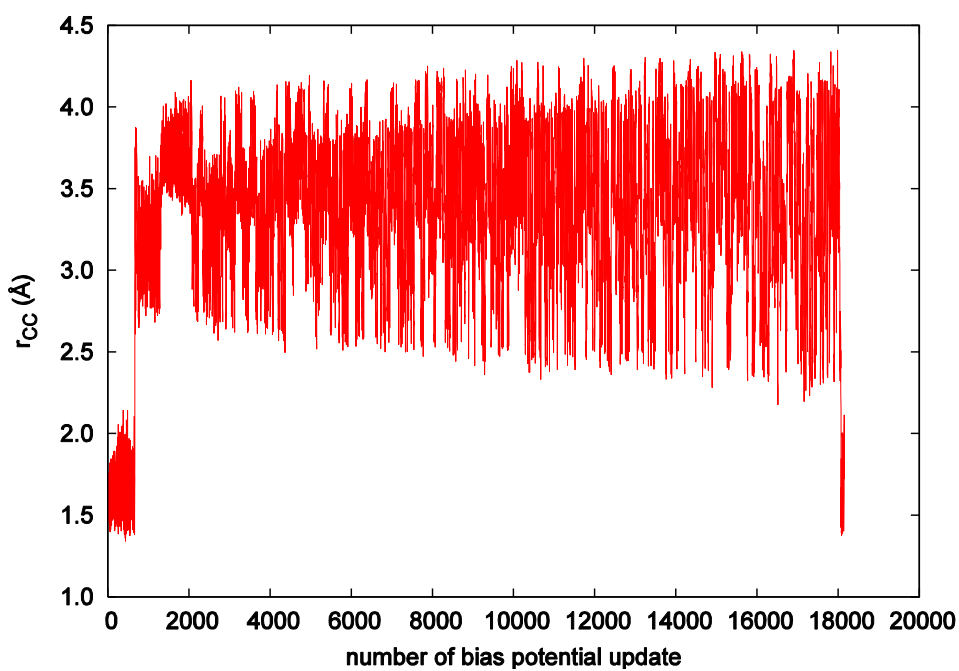


図 5.54 炭素原子間距離とバイアスポテンシャル更新回数関係

図 5.55 (a)から(d)までに, Meta dynamics シミュレーション中に実際に得られた原子配置のスナップショットを示しました。ここで示しているように, バイアスポテンシャルの効果によって様々な分子構造が実現していることが分かります。

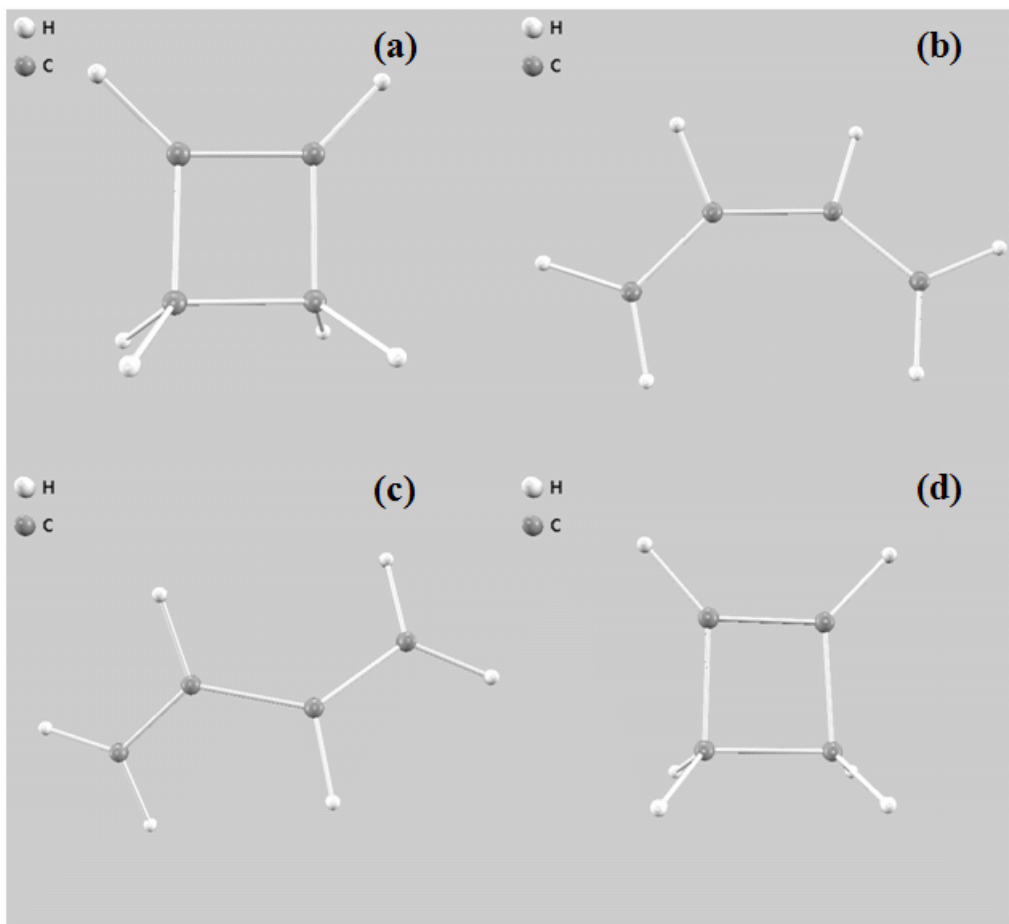


図 5.55 Meta dynamics シミュレーションによって得られた分子構造のスナップショット. (a): バイアスポテンシャル 2 回更新 (b) バイアスポテンシャル 690 回更新 (c) バイアスポテンシャル 1,500 回更新 (d) バイアスポテンシャル 18,070 回更新

5.4.3.6 使用における注意点

Meta dynamics 法は、すべての擬ポテンシャルと組み合わせて利用することができます。レプリカ並列を含めた並列計算も行うことができます。ただし、意味のある結果を得るためには膨大な計算量を費やす必要があります。レプリカ並列を行う場合、継続計算のタイミングでレプリカ並列数を変化させる場合、対応するレプリカの継続計算ファイルが存在しない場合があります。この場合は近くのランクの継続計算データを読み込み、さらに `continuation_strategy` で設定した指針に従って初期レプリカを作成します。

5.4.3.7 参考文献

- [1] A. Laio and M. Parrinello, Proceedings of the National Academy of Sciences **99**, (2002) p. 12562.
- [2] M. Iannuzzi, A. Laio and M. Parrinello, Physical Review Letters **90**, (2003) p. 238302.
- [3] A. Laio, A. Rodriguez-Fortea, F. L. Gervasio, Ceccarelli and M. Parrinello, J. Phys. Chem. B **109**, (2005) p. 6714.

5.5 時間依存密度汎関数法計算 (TDDFT)

5.5.1 実時間処理型の時間依存密度汎関数理論 (RTTDDFT) による光学スペクトル計算

5.5.1.1 機能の概要

実時間 TDDFT 法に基づいて、次式の時間依存一電子方程式を解くことにより、与えられた初期一電子波動関数に対する電子ダイナミクス・シミュレーションを行う。

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi_n^k(\mathbf{r}, t) = H(t) \phi_n^k(\mathbf{r}, t)$$

波数ベクトル \mathbf{k} とバンド番号 n を指標とする一電子波動関数を ϕ_n^k で表す。一電子有効ハミルトニアンを H で表す。時間依存一電子方程式の形式的解から、一電子波動関数の時間発展は以下のように表される。

$$\phi_n^k(\mathbf{r}, t + \Delta t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int_t^{t+\Delta t} dt' H(t')\right) \phi_n^k(\mathbf{r}, t)$$

右辺の時間発展演算子は、時間積分部および指数関数部に対して近似を施して数値計算され、それぞれ様々な近似方法が提案されている。時間積分部は時間間隔 Δt が十分に小さければ次式のように近似できる。

$$\phi_n^k(\mathbf{r}, t + \Delta t) \cong \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \Delta t H(t)\right) \phi_n^k(\mathbf{r}, t)$$

さらに、指数関数部に対する近似としてテイラー展開法が使用される。

$$\exp\left(-\frac{i}{\hbar} \Delta t H(t)\right) = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(-\frac{i}{\hbar} \Delta t H(t)\right)^N$$

この近似法の場合、時間間隔 Δt と展開最大次数 N_{\max} が主要な入力パラメータであり、計算精度と実行時間の兼ね合いを考慮して最適値を設定する必要がある。

原理的には、各時間においてヘルマン・ファインマン力を計算し、その値に従って原子位置のダイナミクスを実行することも可能である。(ただし、本プログラムには実装されておらず、原子位置は固定した状態で電子ダイナミクス計算を行う。)

時間 $t=0$ の初期一電子波動関数は、プログラム PHASE によって求められる基底状態の一電子波動関数を用いて作成するため、本機能実行前に DFT 法による基底状態の計算を終えている必要がある。本プログラムでは、基底状態一電子波動関数 $\phi_n^k(\mathbf{r}, t=0)$ を以下のように位相シフトさせることができる。

$$\phi_n^k(\mathbf{r}, t = 0^+) = e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \phi_n^k(\mathbf{r}, t = 0^-)$$

これは時間 $t=0^+$ においてパルス電場を系に与えることに相当する。各時刻において双極子モーメント $\mathbf{d}(t)$ または電流密度 $\mathbf{J}(t)$ を計算し、電子ダイナミクス・シミュレーション終了後に、これらの値を時間の関数から振動数へとフーリエ変換することによって、実験と直接比較可能な双極子強度・光吸収スペクトルなどの光学物性値が求められる。

5.5.1.2 入力パラメータ

以下の入力タグの例は、初期状態として「x 方向へ大きさ 0.01 原子単位 of デルタ関数型パルス電場」を系に与え、「時間刻み 0.1 原子単位時間/時間ステップで 1,000 時間ステップ (全シミュレーション時間 100 原子単位時間)」の RTTDDFT 計算を実行する場合です。ただし、DFT 法による基底状態の計算が収束している場合のみ RTTDDFT 計算が実行されます。

```
postprocessing{
  rttddft{
    sw rttddft = on
```

```

time_step_delta = 0.1
time_step_max = 1000
ext_pulse_epsilon = 0.01
ext_pulse_kx = 1.0
ext_pulse_ky = 0.0
ext_pulse_kz = 0.0
}
}

```

| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |
|-----------------|--------------|--|
| sw_rttdfft | OFF | ON : RTTDDFT 計算処理を実行する OFF : RTTDDFT 計算処理を行わない |
| time_step_delta | 0.1 (原子単位時間) | 時間更新刻み 全シミュレーション時間は、time_step_delta × time_step_max となる。 経験的には 0.05~0.1 原子単位時間の値が推奨される (1 原子単位時間はおよそ 0.024 fs) 大きな time_step_delta を設定した場合には異常値が出力されることがあり、その場合は値をより小さく設定して再計算する必要がある。 |
| time_step_max | 100 (回) | 計算処理を終了するまでの時間更新回数 [計算途中にジョブを正常終了させることはできない (nfstop 機能は使用不可)] |

初期状態生成 [デルタ関数型パルス電場 $E(t) = E_0 e \delta(t)$] に関するパラメータ

| パラメータ | デフォルト値 | 説明 |
|-------------------|--------|--------------|
| ext_pulse_epsilon | 0.0d0 | 電場の大きさ E_0 |
| ext_pulse_kx | 0.0d0 | 電場の向き e |
| ext_pulse_ky | 0.0d0 | 電場の向き e |
| ext_pulse_kz | 0.0d0 | 電場の向き e |

5.5.1.3 計算の実行方法

まずは、通常の SCF 計算を行います。この際は、sw_rttdfft パラメータは off に設定しておきます。通常の SCF 計算が終了したら、sw_rttdfft パラメータを on とし、さらに必要に応じて rttdfft ブロックの各種パラメータを編集し、control ブロックの下の condition パラメータを continuation に設定します。このような設定を施したら、通常通り PHASE の計算を実行すると TDDFT 計算が実行されます。途中で終了した RT-TDDFT 計算は、初期電場の設定 (ext_pulse_epsilon, ext_pulse_kx, ext_pulse_ky, ext_pulse_kz) をすべて 0 とし、condition=continuation としたままで PHASE を実行すれば行うことができます。

5.5.1.4 計算結果

計算結果は、ログファイルに記録されます。以下のように、双極子モーメントと電流密度が原子単位で記録されます。

```

# time_step= 991 time= 0.9910E+02 au = 0.2397E+01 fs
...
P=      0.0285381798      0.0002058360      0.0001702915
J=     -0.0133497494      0.0000068680     -0.0000030064

```

P=のあとの 3 つの数値が双極子モーメントの x, y, z 成分、J=のあとの 3 つの数値が電流密度の x, y, z 成分です。

計算終了後、時間空間から周波数空間にフーリエ変換することによってスペクトルをエネルギーの関数として得ることが可能です。このフーリエ変換を実行するプログラムのソースコードが src_spectrum の下にある

spectrum.f90 です。このプログラム自体は、標準的な Fortran90 コンパイラによってコンパイルすることが可能です。その利用方法は、以下の通りです (作業ディレクトリーとして、ft というディレクトリーを作成して実行する例)。まず、以下のようにディレクトリーft を作成し、そのディレクトリーの下に電流密度の履歴を抽出した j.data というファイルを作成します。

```
% mkdir ft
% cd ft
% grep "J=" ../output001 > j.data
```

j.data ファイルに、次のように 1 行目に time_step_delta と ext_pulse_epsilon を加え、さらに time_step_max の値を 2 行目に加えます。

```
0.1 0.01
1001
J= -0.2999128661 0.0000002015 -0.0000008972
J= -0.2970981909 -0.0000022160 -0.0000000155
...
...
```

このファイルを作成したら、spectrum.f90 をコンパイルしたバイナリー (たとえば a.out) を実行します。結果としては、以下のファイルが得られます。

| 出力ファイル名 | 説明 |
|---------|--|
| j.out | 電流密度と時間の関係、Jx(t) Jy(t) Jz(t) |
| p.out | 誘起された双極子モーメントと時間の関係、Px(t) Py(t) Pz(t) |
| pw.out | フーリエ変換された双極子モーメント、Re[Px(w)] Im[Px(w)] |
| abs.out | 双極子モーメント強度のスペクトル |

5.5.1.5 例題

例として、ベンゼン分子 (図 5.56) の RT-TDDFT 計算例を紹介します。この例題の入力ファイルは samples/tddft/work_benzene 以下にあります。

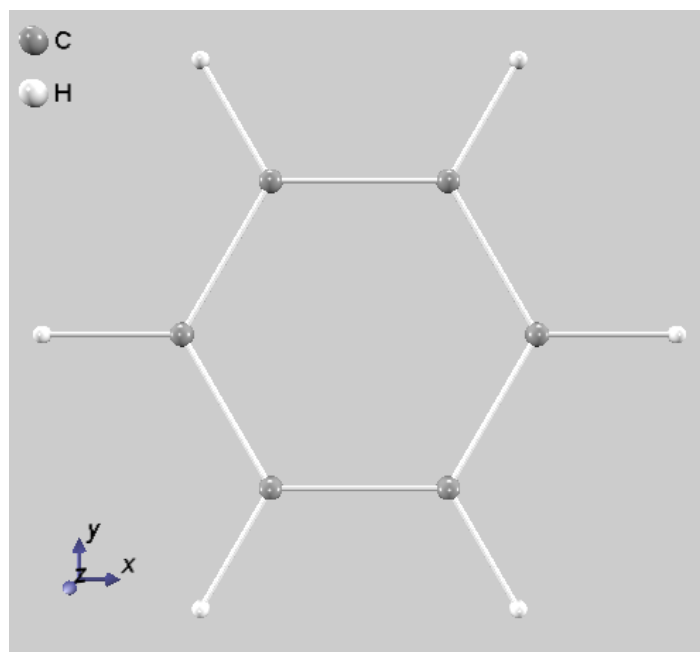


図 5.56 ベンゼン分子の原子配置

計算は、まずは SCF 計算を実行し、ついで RT-TDDFT を有効にした継続計算を実行しました。RT-TDDFT のステップ数は 11,000 とし、時間刻みは 0.1 au (約 0.0024 fs) としました。さらに、得られた結果を 5.5.1.4 で説明した手続きによってフーリエ変換しました。得られる吸収スペクトルは図 5.57 で示す通りです。

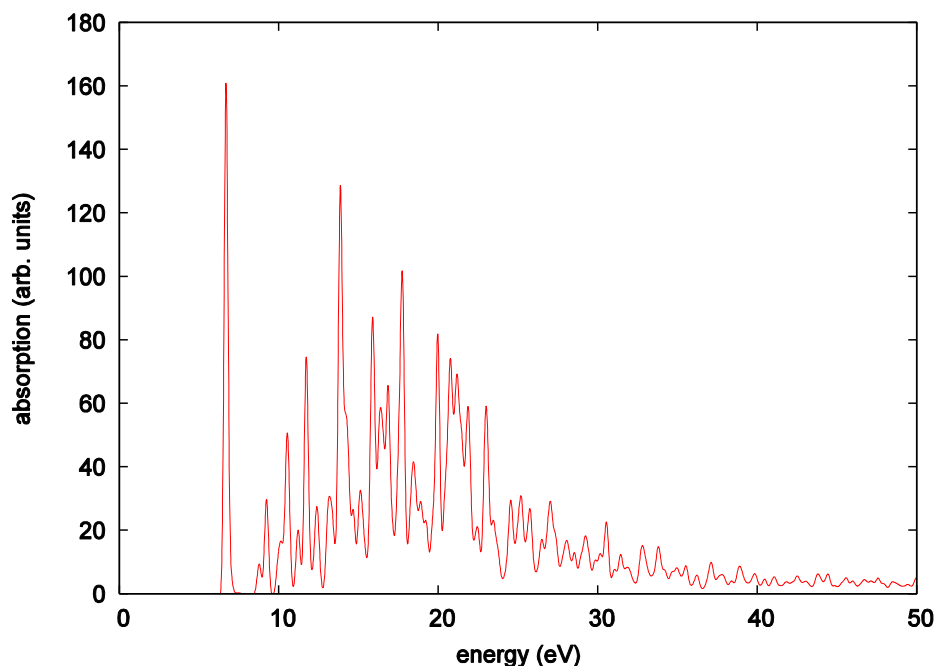


図 5.57 本例題によって得られる吸収スペクトル

最初のピークが、約 6.8 eV に表れています。通常の SCF 計算によって得られる HOMO-LUMO ギャップは約 5.1 eV ですが、この値よりも大きな値が吸収端として得られており、もっともらしい結果と考えられます。

5.5.1.6 使用上の注意

- ノルム保存型擬ポテンシャルを使用してください。ウルトラソフト型擬ポテンシャルには対応していません。

- 分子の重心がユニットセル中心に位置するように原子座標を設定し、分子が十分な真空領域に囲まれたユニットセルサイズを設定して下さい。(分子がセル境界をまたいで存在する場合には、双極子モーメントが正しく計算されません。)
- `ksampling{}`タグ内で「`base_reduction_for_GAMMA=off`」と「`base_symmetrization_for_GAMMA=off`」を明示して下さい。
- `symmetry{}`タグ内で「`method = manual`」と「`sw_inversion = off`」を明示して下さい。
- バルク系の計算には対応していません。

5.6 構造最適化

5.6.1 ストレステンソルを利用したユニットセル最適化機能

PHASE/0 には、ストレステンソルを利用して単位胞を最適化する機能が備わっています。ここでは、この機能の使い方の説明を行います。

5.6.1.1 入力パラメータ

まずは、通常通り入力パラメーターファイルを記述します。セルを変形させたあとに座標の緩和を行いたい場合は通常通り原子座標最適化用のパラメーターを設定すればセルの変形→力が収束していない場合は原子座標の最適化、という動作をするようになります。さらに、単位胞最適化用の、以下のような設定を加えます。

```
structure_evolution{
  lattice{
    sw_optimize_lattice = on
  }
}
```

変数 `sw_optimize_lattice` を `on` とすると本機能を利用することができます。 `lattice` ブロックには、以下の変数を定義することが可能です。

| | |
|---|---|
| <code>sw_optimize_lattice</code> | 単位胞最適化機能を有効にする場合 <code>on</code> とします。デフォルト値は <code>off</code> です。なお、このスイッチが <code>on</code> の場合は <code>sw_stress</code> は自動的に <code>on</code> になります。 |
| <code>sw_uniform</code> | 単位胞を一様に変化させたい場合に <code>on</code> とします。デフォルト値は <code>off</code> です。このパラメーターが <code>on</code> の場合、ストレステンソルの対角要素の平均値によって体積を変化させるように動作します。 |
| <code>sw_rebuild_pws</code> | 単位胞を変形させた後に平面波基底を作り直すかどうかを指定します。デフォルト値は <code>on</code> 、つまり格子が変形する度に平面波を作り直します。 <code>Off</code> とすることによって電子状態計算の収束性を向上させることができますが、格子が変形しても同じ平面波セットを利用している、ということは厳密にはカットオフエネルギーが微妙に変化している、ということに相当する点に注意が必要です。また、このパラメーターを <code>off</code> とすると継続計算ができなくなってしまいます。 |
| <code>method</code> | 最適化の手法を選択します。 <code>bfgs</code> , <code>quench</code> , <code>sd</code> のいずれかを指定します。デフォルト値は <code>bfgs</code> です。 |
| <code>delta_stress</code> | <code>method</code> が <code>quench</code> か <code>sd</code> の場合の更新の刻み幅を指定します。デフォルト値は <code>1</code> です。 |
| <code>max_stress</code> | 収束判定に利用する、ストレステンソルの最大値を圧力の単位で指定します。デフォルト値は <code>1.e-6 hartree/bohr³</code> です。 <code>sw_uniform</code> が <code>on</code> の場合はストレステンソルの対角要素の平均が収束判定に採用されます。 |
| <code>sw_optimize_coordinates_once</code> | 原子配置の最適化は1回目の格子の更新時のみ行いたい場合に <code>on</code> とします。 |

なお、後述するようにストレステンソルのカットオフエネルギーに対する収束性はかなり悪い場合があります。ストレスミニマムと全エネルギーのミニマムが一致しない場合、おそらくカットオフが不十分であることが要因と思われます。このようなケースに遭遇したら、ストレステンソルとカットオフエネルギーの関係をしらべていただくことを推奨します。

5.6.1.2 計算結果の出力

結果は `output000` ファイル、 `nfefn.data` ファイル、 `nfdynm.data` ファイルに記録されます。

`output000` ファイルには、ストレステンソルが記録されます。以下のコマンドによってその情報を抽出することができます。

```
% grep -A3 'STRESS TENSOR$' output000
```

```

STRESS TENSOR
  0.0002326236    0.0000000000    0.0000000000
  0.0000000000    0.0002326236    0.0000000000
  0.0000000000    0.0000000000    0.0002142790
--
STRESS TENSOR
  0.0002272841    0.0000000000    0.0000000000
  0.0000000000    0.0002272841    0.0000000000
  0.0000000000    0.0000000000    0.0002077216
--
.....
.....

```

通常の計算の場合ストレステンソルが1組出力されるのみですが、本機能を利用している場合はストレステンソルの履歴が出力されます。

nfebn.data ファイルには、通常通り全エネルギーや原子に働く力の最大値のほか、ストレステンソルの最大値 (**sw_uniform** が on の場合は対角要素の平均値) が記録されます。たとえば、以下のような出力が得られます。

```

iter_unitcell, iter_ion, iter_total, etotal, forcmx, stressmx
  1  1  18 -181.4043211413    0.0020128619
  1  2  27 -181.4043355689    0.0015666906
  1  3  36 -181.4043464493    0.0011267018
  1  4  44 -181.4043509953    0.0008837770
  1  5  53 -181.4043582176    0.0000137026    0.0002326236
  2  1  73 -181.4044226903    0.0000645338    0.0002272841
.....
.....

```

nfdynm.data ファイルも通常のものとはほぼ同じですが、通常の計算の場合は一度しか出力されないヘッダーが、セルベクトルが変形される度に出力されます。

```

#
# a_vector =      8.6795114819    0.0000000000    0.0000000000
# b_vector =      0.0000000000    8.6795114819    0.0000000000
# c_vector =      0.0000000000    0.0000000000    5.5916992108
# ntyp =          2 natm =          6
# (natm->type)     2  2  1  1  1  1
# (speciesname)   1 :  O
# (speciesname)   2 :  Ti
#
cps and forc at (iter_ion, iter_total =    1    18 )
  1  0.000000000  0.000000000  0.000000000  0.000000  0.000000  0.000000
  2  4.339755741  4.339755741  2.795849605  0.000000  0.000000  0.000000
  3  2.643779197  2.643779197  0.000000000 -0.001423 -0.001423  0.000000
  4  6.983534938  1.695976544  2.795849605 -0.001423  0.001423  0.000000
.....
.....
#
# a_vector =      8.7672856463    0.0000000000    0.0000000000
# b_vector =      0.0000000000    8.7672856463    0.0000000000
# c_vector =      0.0000000000    0.0000000000    5.6429940606
# ntyp =          2 natm =          6
# (natm->type)     2  2  1  1  1  1
# (speciesname)   1 :  O
# (speciesname)   2 :  Ti
#
cps and forc at (iter_ion, iter_total =    1   111 )
  1  0.000000000  0.000000000  0.000000000  0.000000  0.000000  0.000000
  2  4.383642823  4.383642823  2.821497030  0.000000  0.000000  0.000000
  3  2.663907294  2.663907294  0.000000000  0.001773  0.001773  0.000000
  4  7.047550117  1.719735530  2.821497030  0.001773 -0.001773  0.000000
  5  1.719735530  7.047550117  2.821497030 -0.001773  0.001773  0.000000

```

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 6 | -2.663907294 | -2.663907294 | 0.000000000 | -0.001773 | -0.001773 | 0.000000 |
| | | | | | | |

5.6.1.3 計算例：ルチル型 TiO₂

入力パラメーターファイルには、以下のような設定を施しました。

- カットオフエネルギーは 80 Rydberg
- 擬ポテンシャルはポータルサイトにおいて公開されている Ti_ggapbe_us_02.pp と O_ggapbe_us_02.pp
- 原子座標の最適化を施す設定；手法は BFGS 法，収束判定となる力の最大値は 2e-4
- 初期原子配置および格子定数は，無機材料データベース AtomWork (<http://crystdb.nims.go.jp/>) に登録されていたルチル型 TiO₂ のデータを採用
- 波動関数ソルバー，電荷密度ミキサーは指定せず，デフォルト設定を採用。

採用したカットオフエネルギーは 80 Rydberg と比較的大きなものですが，後述のように TiO₂ の場合はこれくらい必要であると考えられます。

nfefn.data ファイルの内容は，以下のようになりました。

| iter | unitcell | iter_ion | iter_total | etotal | forcmx | stressmx |
|------|----------|----------|-----------------|--------------|--------|--------------|
| 1 | 1 | 18 | -181.4043211413 | 0.0020128619 | | |
| 1 | 2 | 27 | -181.4043355689 | 0.0015666906 | | |
| 1 | 3 | 36 | -181.4043464493 | 0.0011267018 | | |
| 1 | 4 | 44 | -181.4043509953 | 0.0008837770 | | |
| 1 | 5 | 53 | -181.4043582176 | 0.0000137026 | | 0.0002326236 |
| 2 | 1 | 73 | -181.4044226903 | 0.0000645338 | | 0.0002272841 |
| 3 | 1 | 92 | -181.4044839579 | 0.0001241955 | | 0.0002222588 |
| 4 | 1 | 111 | -181.4056948858 | 0.0025074070 | | 0.0002222588 |
| 4 | 2 | 120 | -181.4057176163 | 0.0020195652 | | 0.0002222588 |
| 4 | 3 | 130 | -181.4057600852 | 0.0000156213 | | 0.0000444895 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 9 | 1 | 248 | -181.4058191217 | 0.0001647915 | | 0.0000332105 |
| 10 | 1 | 268 | -181.4058328662 | 0.0000709369 | | 0.0000119789 |
| 11 | 1 | 287 | -181.4058349707 | 0.0000268520 | | 0.0000015502 |
| 12 | 1 | 306 | -181.4058351835 | 0.0000244918 | | 0.0000006790 |

まずは，原子座標の最適化が 5 回実施されています。その間ストレステンソルは未計算なので，6 列目は空欄になっています。5 回目で原子に働く力の最大値が閾値より小さくなったので，セルを変形させたのちに計算が進行しています。この際に，単位胞最適化の更新回数を表す 1 列目の数値が 2 になっていることがわかります。また，6 列目にストレステンソルの最大値が記録されています。2 回目と 3 回目の更新時はセルを変形させても原子に働く力の最大値は閾値以下だったので原子座標の最適化は実施されませんでした，4 回目セルベクトル更新時にはそうではなかったので原子座標の最適化が行われています。このようにセルの最適化と必要に応じた原子座標の最適化が行われつつ計算が進行し，セルの更新回数が 12 回となったところでストレステンソルの最大値が閾値以下となったので計算は収束したとみなされ終了しています。単位胞最適化収束の履歴を，図にまとめました。

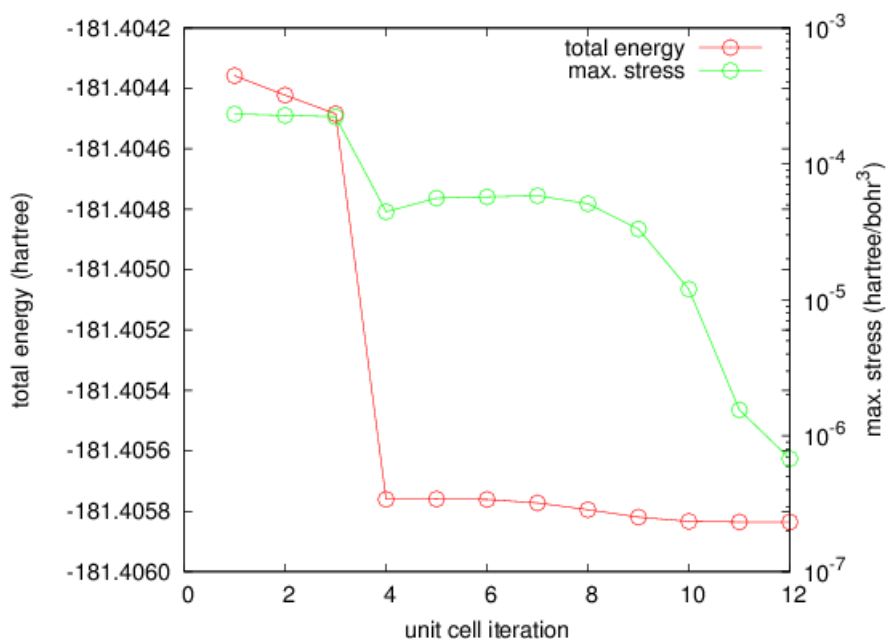


図 5.58 単位胞最適化の履歴。赤線：全エネルギー，緑線：ストレステンソルの最大成分。

安定な格子定数は、`nfdynm.data` ファイルに記録された最後のセルベクトル更新の情報からとめることができます。この例の場合、 $a=8.7934$ bohr, $c=5.6164$ bohr と得られました。

● ストレステンソルとカットオフエネルギー

ストレステンソルは、全エネルギーや原子間力と比較してカットオフエネルギーに対して収束しづらい傾向があります。例として、ルチル型 TiO_2 の、実測値の格子定数で計算したストレステンソルとカットオフエネルギーの関係を図にプロットしました。

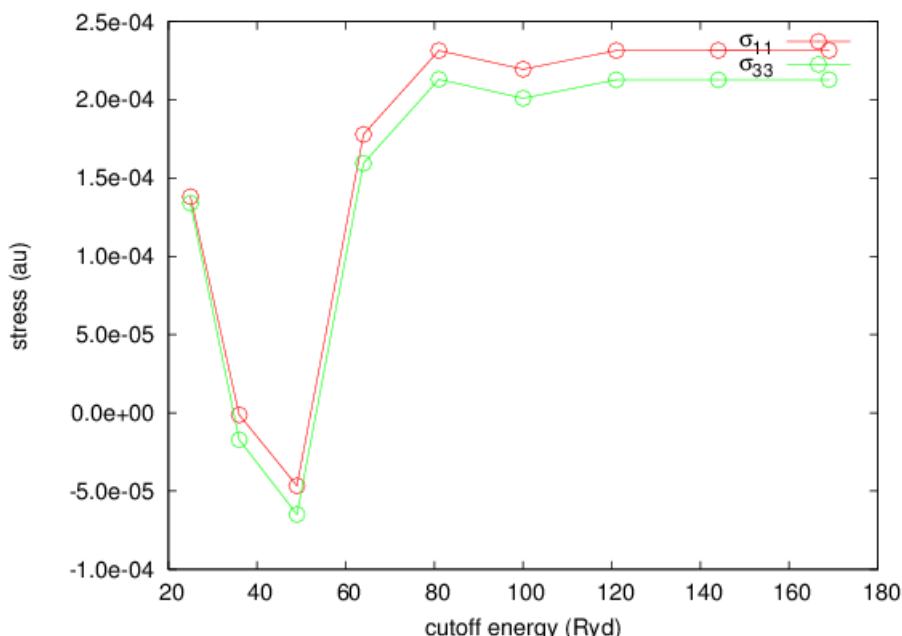


図 5.59 ルチル型 TiO_2 の場合の、ストレステンソルとカットオフエネルギーの関係

図からわかるように、カットオフ 50 Rydberg 程度の場合ストレステンソルの符号が間違っています。このケースでは、ある程度収束したストレステンソルを得るためには、最低でも 80 Rydberg 程度以上のカットオフエネルギーが必要であることが示唆されます。

5.7 ノンコリニア系の計算、スピン軌道相互作用計算

5.7.1 ノンコリニア系の計算

5.7.1.1 機能の概要

通常計算では、局所的な磁気モーメントの大きさは、アップ・ダウンスピン電子密度の差で表現され、その向きについては規定されません。向きまで表現するためには、1つの波動関数がアップ及びダウンスピン成分をもつようにする、すなわち2成分スピノールで表す必要があります。

$$\begin{pmatrix} \psi_{nk}^\uparrow \\ \psi_{nk}^\downarrow \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_{nk}^\uparrow(G=0) \\ \vdots \\ \psi_{nk}^\uparrow(G=G_{\max}) \\ \psi_{nk}^\downarrow(G=0) \\ \vdots \\ \psi_{nk}^\downarrow(G=G_{\max}) \end{pmatrix}$$

これに対応して電荷密度は

$$n^{\alpha\beta}(\mathbf{r}) = \sum_{nk} f_{nk} \langle \psi_{nk}^\alpha | \mathbf{r} \rangle \langle \mathbf{r} | \psi_{nk}^\beta \rangle$$

のように、スピン指標に関して2x2行列となります。また、局所的な電荷密度及び磁気モーメントは、

$$n_{\text{tot}}(\mathbf{r}) = \text{Tr}[n(\mathbf{r})] = n^{\alpha\alpha}(\mathbf{r}) + n^{\beta\beta}(\mathbf{r})$$

$$m_x(\mathbf{r}) = n^{\alpha\beta}(\mathbf{r}) + n^{\beta\alpha}(\mathbf{r})$$

$$m_y(\mathbf{r}) = i[-n^{\alpha\beta}(\mathbf{r}) + n^{\beta\alpha}(\mathbf{r})]$$

$$m_z(\mathbf{r}) = n^{\alpha\alpha}(\mathbf{r}) - n^{\beta\beta}(\mathbf{r})$$

となります。

5.7.1.2 入力パラメータ

ノンコリニア系の計算、すなわち2成分スピノールでの計算を行うには、structureブロックに“magnetic_state = noncollinear”と記します。また、各原子種の局所磁気モーメントの方向の初期値を、“mx my mz”に指定します。特に指定しない場合は、z方向を向くと判断します。局所磁気モーメントの方向の初期値は、“theta phi”(単位: degree)でも指定可能です。

```
structure{
    ...
    magnetic_state = noncollinear

    element_list{
        #units atomic_mass
        #tag element atomicnumber zeta deviation mx my mz
        0 8 0.166666 1.5 0.0 0.0 1.0
```



```

}
...
}

```

5.7.1.3 計算結果の出力

標準出力には、以下のような磁気モーメントに関する情報が出力されます。Tot, Mx, My, Mz は、それぞれ、局所的な電荷密度及び磁気モーメントを単位胞内で足し合わせた値です。これ以外は通常の計算による出力と共通です。

```

!OLD Chg ** Tot: 40.00000000 Mx: 0.00073742 My: 0.00000000 Mz: 16.17742289
!NEW Chg ** Tot: 40.00000000 Mx: 0.00075559 My: 0.00000000 Mz: 16.17739619

```

5.7.2 スピン軌道相互作用計算

5.7.2.1 機能の概要

2成分スピノールが重要になるのは、スピン軌道相互作用を考慮する場合です。スピン軌道相互作用は、

$$H_{\text{soc}} = \frac{\hbar^2}{2m^2c^2} \frac{1}{r} \frac{\partial V_c(r)}{\partial r} \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$$

で表されます。ここで、 $V_c(r)$ は原子核周りの球対称なポテンシャルです。この Hamiltonian は、波動関数のアップ及びダウンスピン成分の間に相互作用を働かせるため、5.8.1 で説明した 2 成分スピノールが必要になります。

5.7.2.2 入力パラメータ

スピン軌道相互作用を利用するには、accuracy ブロック内の spin_orbit ブロックに “mode = pawpot “ と記します。これ以外は、ノンコリニア系の計算と同様です。

```

accuracy{
  ...
  spinorbit{
    mode = pawpot
  }
  ...
}

```

5.7.2.3 計算結果の出力

スピン軌道相互作用によるエネルギーは、標準出力に ESpinOrb_old, new で表示されます。

なお、これらの値は、コンパイル時に CPPFLAG に -DUSE_ESPINORB をつけた場合にのみ計算されます。

```

TOTAL ENERGY FOR 53 -TH ITER= -41.454944288742 edel = -0.170628D-08 : SOLVER = SU
BMAT + RMM3
KI= 13.204535394898 HA= 32.283599969986 XC= -6.801519951682 LO= -83.580054495015
NL= 7.597059454569 EW= 5.402894293900 PC= 0.000000000000 EN= 0.000000000000
PHYSICALLY CORRECT ENERGY = -41.454944288742
EOHXC_PAW= -0.4786729 HA_PAW= 0.0218350
XC_PAW_AE= -15.6619733 XC_PAW_PS= -5.6000049
!XC_PAW_AE-XC_PAW_PS= -10.0619684
ESpinOrb old= -0.0000308 ESpinOrb now= -0.0000293

```

5.7.2.4 計算例：O₂分子、Pt₂分子

計算例は、sample/SpinOrbit です。これらの例では、分子を x 軸方向に配置し、磁気モーメントの向き (theta) による全エネルギーの違いを計算します。

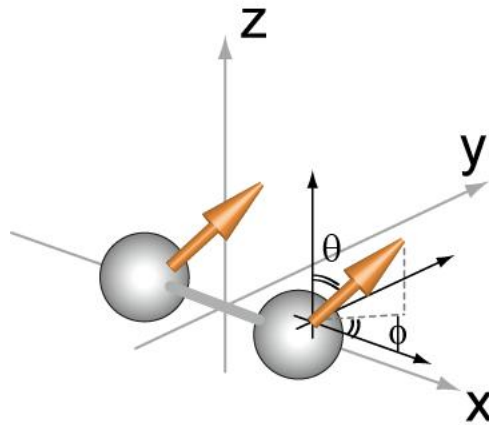


図 5.60 スピン軌道相互作用計算の計算例の分子配置

O₂分子

- SpinOrbit/O2/Theta_0
- SpinOrbit/O2/Theta_90

前者の方が、1原子あたり 0.108 meV 安定です。

Pt₂分子

- SpinOrbit/Pt2/Theta_0
- SpinOrbit/Pt2/Theta_90


後者の方が、1原子あたり 17.215 meV 安定です。

5.7.2.5 Si 結晶のバンド

スピン軌道相互作用を考慮したバンド計算は、通常のコリニア計算と同じ手順で行います。まず、scf 計算を行い (phase)、得られた電荷密度のもとでバンド計算 (ekcal) を行います。

例として、Si diamond 結晶のバンド計算を示します。scf 及び band 計算ともに、以下のキーワードを用います (Si-band/soc-on フォルダ参照)。

```
accuracy{
  paw = on
  spinorbit{
    mode = pawpot
  }
}
structure{
  magnetic_state = noncollinear
}
```

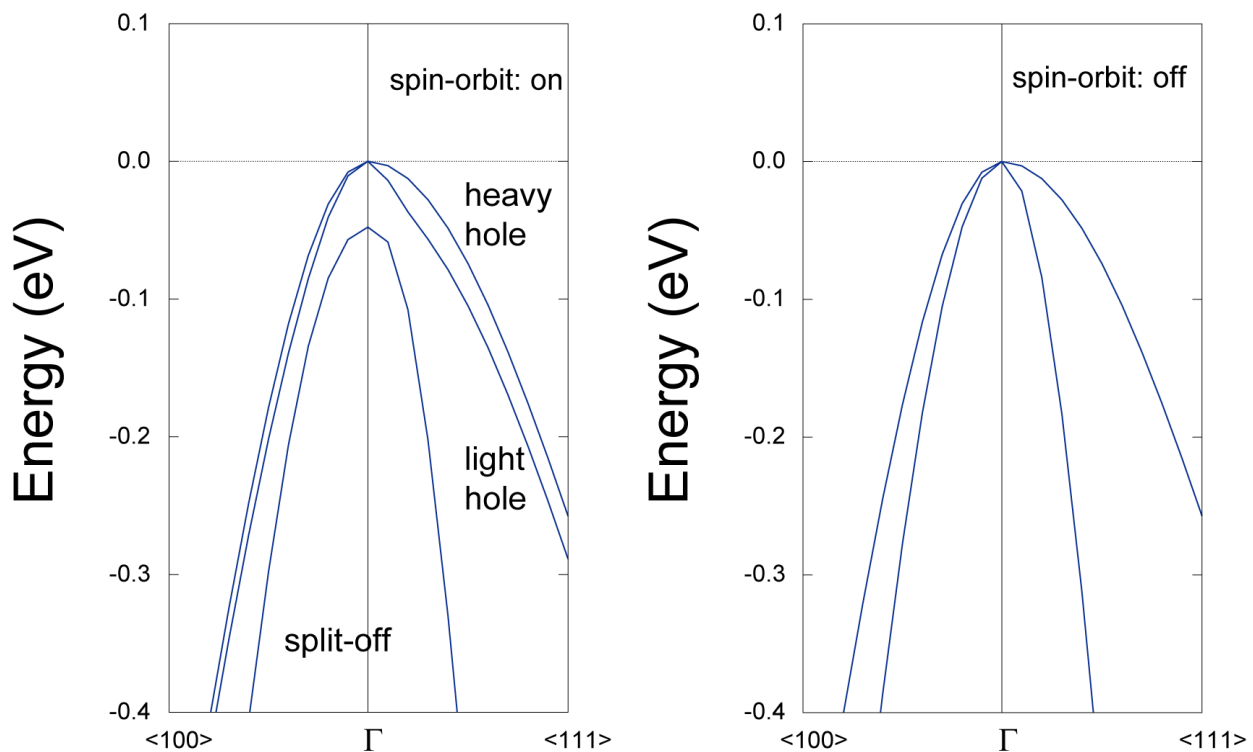

左図は上記入力により得られたバンド構造で、右図はスピン軌道相互作用を考慮しないバンド構造です。スピン軌道相互作用により Γ 点の縮退が解けていることが分かります。

5.7.2.6 使用上の注意

- スピン軌道相互作用を用いてエネルギー比較を行う場合、対称操作を E のみにされることをお勧めします。
- smearing において method = parabolic のみを使用可能です。

5.8 ELNES / XANES 解析機能

5.8.1 はじめに

EELS は電子が試料を透過する際のエネルギー損失を測定し、XAFS は試料に X 線を照射した際に現れるスペクトルを測定する実験手法です。ここでは、電子線あるいは X 線により、内殻電子が非占有状態に遷移する現象を対象とします。また、広範なエネルギー領域の中で、特に、吸収端付近のスペクトル構造を計算するものとして、この狭いエネルギー領域では、EELS は ELNES、XAFS は XANES と呼ばれています。

ELNES と XANES の二重微分散乱断面積は、双極子近似のもとで、以下のように表されます。

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial E \partial \Omega} &\propto \sum_{i,f} |\langle i | \mathbf{q} \cdot \mathbf{R} | f \rangle|^2 \quad (\text{ELNES}), \\ \frac{\partial^2 \sigma}{\partial E \partial \Omega} &\propto \sum_{i,f} |\langle i | \mathbf{e} \cdot \mathbf{R} | f \rangle|^2 \quad (\text{XANES}) \end{aligned} \quad (1)$$

ここで $|i\rangle, |f\rangle$ は始状態 (基底状態) と終状態 (ある原子の内殻電子が飛び出し、非占有状態に遷移した状態)、 \mathbf{q} は非弾性散乱時における波数の変化、 \mathbf{e} は入射 X 線の偏光ベクトルである。したがって、XANES の計算は、ELNES 計算にて \mathbf{q} を \mathbf{e} と読み替えます。内殻軌道 $|\phi_c\rangle$ から状態 n, k で指定される伝導バンド $|\psi_{nk}\rangle$ への遷移確率は、文献[1] に従い、

$$\langle \phi_c | r_\alpha | \psi_{nk} \rangle = \langle \phi_c | r_\alpha | \tilde{\psi}_{nk} \rangle + \sum_i \left(\langle \phi_c | r_\alpha | \phi_i \rangle - \langle \phi_c | r_\alpha | \tilde{\phi}_i \rangle \right) \langle \tilde{p}_i | \tilde{\psi}_{nk} \rangle. \quad (2)$$

で与えられるものとします。ここで 右辺第 1 項は、波動関数の soft part の寄与、第 2 項は擬ポテンシャルを用いたことによる補正項です。 $|\phi_i\rangle$ は原子軌道 i の全電子波動関数、 $|\tilde{\phi}_i\rangle$ は原子軌道 i の擬波動関数です。

また、吸収端のエネルギーは、基底状態と内殻電子励起状態の全エネルギー差で与えられるものとします。

5.8.2 準備：擬ポテンシャル

公開されている擬ポテンシャルには、内殻軌道に関する情報が含まれていません。このため、ELNES・XANES の計算を行うためには、擬ポテンシャルをあらためて作成する必要があります。作成すべき擬ポテンシャルは、

- 基底状態の擬ポテンシャル
- 内殻に空孔を入れた状態の擬ポテンシャル

です。例えば、LiF 結晶の Li 原子の K 端のスペクトルを計算する場合には、

- Li 原子の基底状態の擬ポテンシャル
- Li 原子の 1s 軌道に空孔を入れた擬ポテンシャル
- F 原子の基底状態の擬ポテンシャル

を作成します。なお、いずれの擬ポテンシャル作成においても、CIAO の入力ファイルに、

```
sw_write_core_to_valence 1
```

を記入する必要があります。キーワードについては CIAO のマニュアルを参照。

5.8.3 計算の流れ

計算は以下の順で行います。

- ① 基底状態 (A) の SCF 計算
- ② 内殻電子励起状態 (B) の SCF 計算
- ③ 内殻電子励起状態 (B) のスペクトル計算

①と②で得られた(A)と(B)の全エネルギー差をスペクトルの吸収端エネルギーとし、③の計算に反映します。

なお、実行コマンドは、①及び②の SCF 計算は `phase`、③のスペクトル計算は `epsmain` を使用します。

5.8.4 基底状態 (A) の SCF 計算

5.8.4.1 入力

吸収端のエネルギーを計算するために、入力パラメータに以下のキーワードを設定します。

```
accuracy{
  paw = on
}
Postprocessing{
  CoreLevels{
    sw_calc_core_energy = on
  }
}
```

なお、file_names.data の F_POT に、5.8.2 で作成した擬ポテンシャルファイル名を指定します。通常の、内殻軌道情報を含まない擬ポテンシャルを指定した場合には、該当原子の内殻電子の寄与を考慮せずにエネルギー計算が行われます。

```
&fnames
  F_INP   = './nfinp1.data'
  F_POT(1) = './pp/Li_ggapbe_paw_02_no_corehole.pp'
  F_POT(2) = './pp/F_ggapbe_paw_02_no_corehole.pp'
&end
```

5.8.4.2 出力

core_energy.data の最終行に、内殻電子と価電子の寄与を合わせた全エネルギー値が出力されます。core_energy.data 以外のファイルに出力したい場合には、file_names.data で F_CORE_ENERGY_OUT にファイル名を指定します。

```
# Etotal (Core+Valence)
-3437.92292869603
```

5.8.5 内殻電子励起状態 (B) の SCF 計算

5.8.5.1 入力

基底状態の計算と同じキーワードを用います。その他の注意事項として、内殻電子を励起する原子には、別の原子種を割り当てる必要があります。また、励起原子は単位胞に 1 原子のみとする。以下の例では、励起原子は Li2 です。

```
structure{
  atom_list{
    atoms{
      #tag element rx ry rz mobile
      Li2      0.0000000000    0.0000000000    0.0000000000
      F1       0.2500000000    0.0000000000    0.0000000000
      ...
      (中略)
      ...
      Li1      0.7500000000    0.5000000000    0.7500000000
      F1       1.0000000000    0.5000000000    0.7500000000
    }
  }
  element_list{
```

```

#units atomic_mass
#tag element atomicnumber zeta deviation
  Li1      3      0.00  1.5
  Li2      3      0.00  1.5
  F1       9      0.00  1.5
}
}

```

Li2 には、内殻電子を励起させて作成した擬ポテンシャルを割り当てる。内殻電子励起状態 (B) の SCF 計算の `file_names.data` の記述例です。

```

&fnames
  F_INP    = './nfinp1.data'
  F_POT(1) = './pp/Li_ggapbe_paw_02_no_corehole.pp'
  F_POT(2) = './pp/Li_ggapbe_paw_02_1s_corehole.pp'
  F_POT(3) = './pp/F_ggapbe_paw_02_no_corehole.pp'
&end

```

5.8.5.2 出力

基底状態の計算と同様に、`core_energy.data` の最終行に、内殻電子と価電子の寄与を合わせた全エネルギー値が出力されます。

5.8.6 内殻電子励起状態 (B) のスペクトル計算

5.8.6.1 入力

スペクトル計算の入力では、`control` ブロックにて `condition = fixed_charge` を指定します。

```

control{
  condition = fixed_charge
  use_additional_projector=on
}

```

また、`structure` ブロックは、基底状態の計算と同様に記述します。

`epsilon` ブロックでは、スペクトルに関するパラメータ指定を行う。`sw_corelevel_spectrum` は、内殻軌道からの励起スペクトル計算を行うためのスイッチで、`on` と指定します。`probe` ブロック内の `atom_id` には、励起させる原子の番号を指定します。上記の `Li2` は 1 番目の原子であるため、`atom_id = 1` としています。また、`orbital` には、擬ポテンシャル作成時に空孔を入れた軌道を指定します。この例では `orbital` に `1s` を指定しており、Li K 端におけるスペクトルが計算されます。

`fermi_energy` ブロックで `read_efermi = on` とし、`efermi` には、内殻電子励起状態 (B) の SCF 計算の `nfefermi.data` 記載の値を指定します。

`energy` ブロックには、吸収端を基準にして観察したいエネルギー領域を指定する。`low`, `high`, `step` は、それぞれ、エネルギー領域の下端、上端、及び間隔に対応する。単位は `hartree` です。

XANES の計算の入力パラメータは、EELS の際は `photon` を `eels` と書き換えます。なお、内部の処理は共通であるため、どちらのキーワードを用いても結果は変わりません。

```

epsilon {
  sw_epsilon = on
  sw_corelevel_spectrum = on
  probe{

```

```

    atom_id = 1
    orbital = 1s
  }
  fermi_energy{
    read_efermi = on
    efermi = 0.21930399
  }
  photon{
    energy{
      low = -0.10, high = 2.0, step = 0.002
    }
  }
  transition_moment{
    type = ks ! {l | rn | ks}
    symmetry = on
  }
  BZ_integration {
    method = g ! {parabolic(p) | gaussian(g) | tetrahedron(t)}
    width = 1.0 eV
  }
}

```

最後に、file_names.data では、基底状態 (A)及び内殻電子励起状態 (B) の全エネルギー値出力ファイル名を、F_CORE_ENERGY_INITIAL 及び F_CORE_ENERGY_FINAL に指定します。また、F_CHGT 及び F_CNTN_BIN_PAW に、内殻電子励起状態 (B)の電荷密度ファイルを指定します。

```

&fnames
F_INP    = './nfinp1.data'
F_POT(1) = './pp/Li_ggapbe_paw_02_no_corehole.pp'
F_POT(2) = './pp/Li_ggapbe_paw_02_1s_corehole.pp'
F_POT(3) = './pp/F_ggapbe_paw_02_no_corehole.pp'

F_CHGT   = './scf_excited/nfchgt.data'
F_CNTN_BIN_PAW = './scf_excited/continue_bin_paw.data'

F_CORE_ENERGY_INITIAL = './scf_ground/core_energy.data'
F_CORE_ENERGY_FINAL   = './scf_excited/core_energy.data'
&end

```

5.8.6.2 出力

スペクトルの出力ファイル名は eps.data である。以下に出力例を示す。3行目のエネルギー値は、吸収端エネルギーに e_low を加えた値です。spectrum はスペクトル強度、すなわち誘電関数の虚部 $\epsilon_2(\omega)$ に対応します。

```

#           Spectrum data
#   Energy[eV]      Spectrum
0.6018296869E+02  0.7167942086E-06
0.6023739146E+02  0.1031555487E-05
0.6029181423E+02  0.1478755242E-05
...

```


5.8.7 計算事例

5.8.7.1 LiF 結晶の Li 原子 K 端のスペクトル

例題として、LiF 結晶の Li 原子 K 端の XANES スペクトルを示します。計算事例は、samples/XANES/LiF です。計算は、

- ① 基底状態 (A) の SCF 計算 (フォルダ名: scf_ground)
- ② 内殻電子励起状態 (B) の SCF 計算 (フォルダ名: scf_excited)
- ③ 内殻電子励起状態 (B) のスペクトル計算 (フォルダ名: eps_excited)

の順で行います。

スペクトル計算は k 点数を増やして行うことを推奨します。

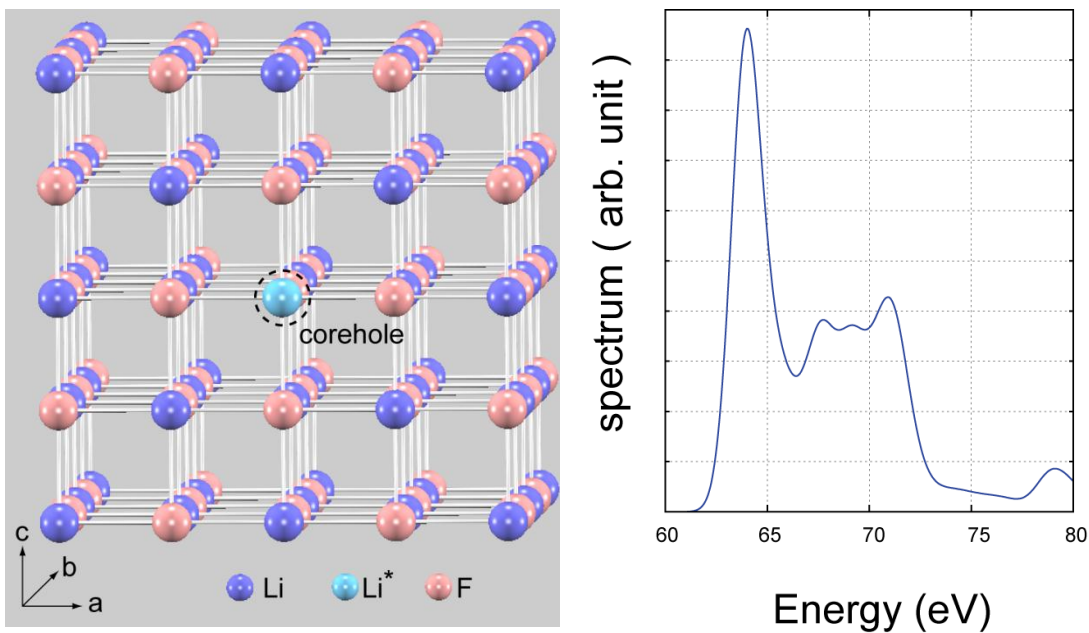


図 5.61

図 5.62 (左) LiF 結晶。(右)スペクトル

5.8.8 文献

[1] S. -P. Gao, C. J. Pickard, M. C. Payne, J. Zhu, and J. Yuan, Phys. Rev. B **77** (2008) 115122.

6. PAW 法による計算

6.1 機能の概要

PAW 法とは, projector-augmented wave 法の略称です。ウルトラソフト擬ポテンシャル法と深い関係のある計算手法ですが, ウルトラソフト擬ポテンシャル法と比較すると, 特に磁性を考慮する場合や電荷移動の大きな系において高精度な計算が行えるとされている計算手法です。ここでは, PAW 法による計算を PHASE で実行する方法を説明します。

6.2 入力パラメータ、計算の実行方法

PAW 法を利用するためには, PAW ポテンシャルを利用する必要があります。PAW ポテンシャルは, 擬ポテンシャル格納ディレクトリーに

```
元素名_ggapbe_paw_us.pp  
元素名_ggapbe_paw_nc.pp
```

というファイル名で存在します。通常のノルム保存およびウルトラソフトポテンシャルと同様, file_names.data ファイルにおいて F_POT 識別子で対応する元素名のファイルを指定します。さらに, 以下のように paw を利用するような指定を入力ファイルに記述します。

PAW ポテンシャルを指定しても, デフォルトの状態では PAW の計算は行われません。PAW 法の計算を行うには, 入力ファイルの accuracy ブロックで変数 paw を定義し, その値を on にする必要があります。

```
accuracy{  
    paw = on  
}
```

PAW 法の場合, 欠損電荷の扱い方を変更することによって収束性を向上させることができる場合があります。以下の設定を 施すことにより, 多くの場合収束が加速されます。

```
charge_mixing{  
    ...  
    sw_mix_charge_hardpart = on  
}
```

ekcal による固定電荷の計算を行う場合, さらに file_names.data に F_CNTN_BIN_PAW 識別子を利用して PAW 計算用のデータを指定し, 読み込ませる必要があります。このファイルの既定のファイル名は continue_bin_paw.data です。たとえば SCF 計算をディレクトリーを行ったディレクトリーが 1 階層上のディレクトリーだった場合, 下記のような記述が必要です。

```
&fnames  
...  
...  
F_CNTN_BIN_PAW='../continue_bin_paw.data'  
/
```

6.3 計算例：体心立方構造クロム

PAW 法を利用した計算例として, 体心立方構造クロムの格子定数の計算例を紹介します。クロムは, ウルトラソフト擬ポテンシャルで計算すると格子定数が過大評価され, また体積弾性率が過小評価されます。この点がどのように改善されるか確認します。

計算に利用したデータは, samples/Cr にあります。samples/Cr には, 以下のファイルがあります。

```
Cr_ggapbe_paw_002.gncpp2  
Cr_ggapbe_us_02.pp
```

```
paw/  
us/
```

Cr_ggapbe_paw_002.gncpp2 が PAW 用のポテンシャルファイル, Cr_ggapbe_us_02.pp がウルトラソフト擬ポテンシャルのファイルです。ディレクトリー paw に PAW 用の入力データが, us にウルトラソフト用の入力データが格納されています。paw, us の各ディレクトリーには下記のディレクトリーが存在します。

```
catenergy.sh  
vol20/  
vol21/  
.....
```

catenergy.sh は, すべての体積についての計算が終了したあとにエネルギーデータファイルを結合するシェルスクリプトです。vol20, vol21, ...はそれぞれ体積 $20\text{\AA}^3, 21\text{\AA}^3, \dots$ の入力データに対応します。すべてのディレクトリーで計算を実行したあと, catenergy.sh を実行すると paw(us)ディレクトリーに各体積のエネルギーを記録したファイル, energy.data が作成されます。

paw ディレクトリー下の入力データが格納されたディレクトリーの file_names.data ファイルには, 以下のような記述があります。

```
F_POT(1) = '../..../Cr_ggapbe_paw_002.gncpp2'  
F_POT(2) = '../..../Cr_ggapbe_paw_002.gncpp2'
```

この指定があるので, PAW 用のポテンシャルが利用されます。同じように, us ディレクトリー下の入力データが格納されたディレクトリーの file_names.data ファイルには Cr_ggapbe_us_02.pp を指定する行があります。計算の結果得られた EV 曲線を図 6.1 に示します。一見して明らかのように, PAW 法と US 法とは全くことなる EV 曲線が得られます。さらに, この EV 曲線をもとに格子定数, 体積弾性率, 凝集エネルギーをもとめた結果を実測値とともに表 6.1 にまとめました。US 法と比較して PAW 法によって実測値との一致が改善していることが分かります。

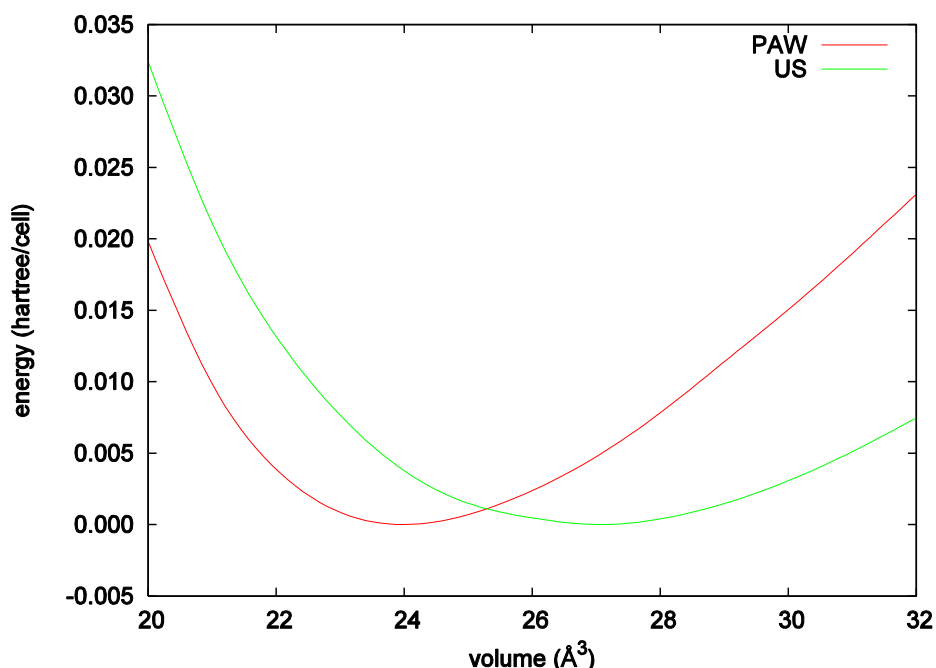


図 6.1 クロムの EV 曲線。赤線が PAW の結果, 緑線が US の結果。各手法で得られた最も低いエネルギーをエネルギーの原点としている。

表 6.1 PAW 法および US 法によってもとめた格子定数, 体積弾性率, 凝集エネルギー

| | US | PAW | 実測 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| a (Å) | 2.994 | 2.886 | 2.88 |
| B (GPa) | 89.2 | 150.5 | 190.1 |
| E _{coh} (eV/atom) | 4.01 | 3.065 | 4.10 |

6.4 PAW 法で有効な計算機能一覧

PAW 法で利用可能な機能です。

- 全エネルギー
- 対称性
- スピン分極
- 構造最適化
- 全電荷密度・部分電荷密度の出力
- 各種状態密度の計算
- バンド構造
- ストレステンソルの計算
- 仕事関数
- 振動解析
- 分子動力学
- DFT+U
- ESM 法
- 拘束条件付きダイナミクス
- メタダイナミクス
- NEB
- 単位胞最適化
- ノンコリニア磁性
- スピン軌道相互作用
- UVSOR-Epsilon の各機能
- UVSOR-Berry-Phonon の各機能

7. 計算精度など補足事項

7.1 計算精度、収束性

7.1.1 カットオフエネルギーと計算精度

平面波基底を採用している利点の1つとして、カットオフエネルギーは大きくすればするほど必ず全エネルギーは小さくなり、密度汎関数理論の厳密解に近づく、という点が挙げられます。具体例として、面心立方格子のアルミニウム結晶を利用したテスト例を紹介します。図 7.1 にカットオフエネルギーと全エネルギーの関係を示します。

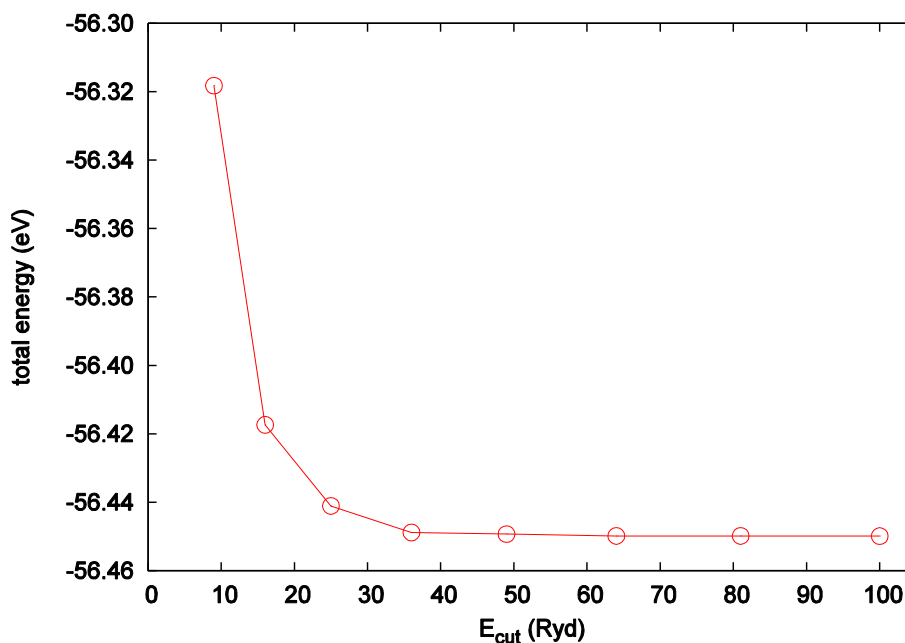


図 7.1 アルミニウム結晶の場合の、カットオフエネルギーと全エネルギーの関係

図から明らかのように、カットオフエネルギーを大きくすると全エネルギーが小さくなり、一定の値に収束しています。この振る舞いは利用している擬ポテンシャルに依存します。この例では、36 Rydberg ほどで原子あたり 1 meV 程度まで収束しています。どの程度の収束を目指すべきかは興味ある問題によって異なってきますが、通常 10 meV 程度の収束が得られていれば十分であると考えられます。また、全エネルギーの絶対エネルギーではなく相対エネルギーの場合はより小さなカットオフエネルギーで収束することが期待できます。

7.1.2 k 点サンプリングと計算精度

PHASE は平面波基底を採用しているので、扱える問題は周期系に限られます。したがって、すべての物理量は最終的には第一ブリュアンゾーン内で積分する必要があります。この第一ブリュアンゾーン内の積分の細かさを指定するのが k 点サンプリングです。 k 点サンプリング数と全エネルギーの関係を、図 7.2 に示します。

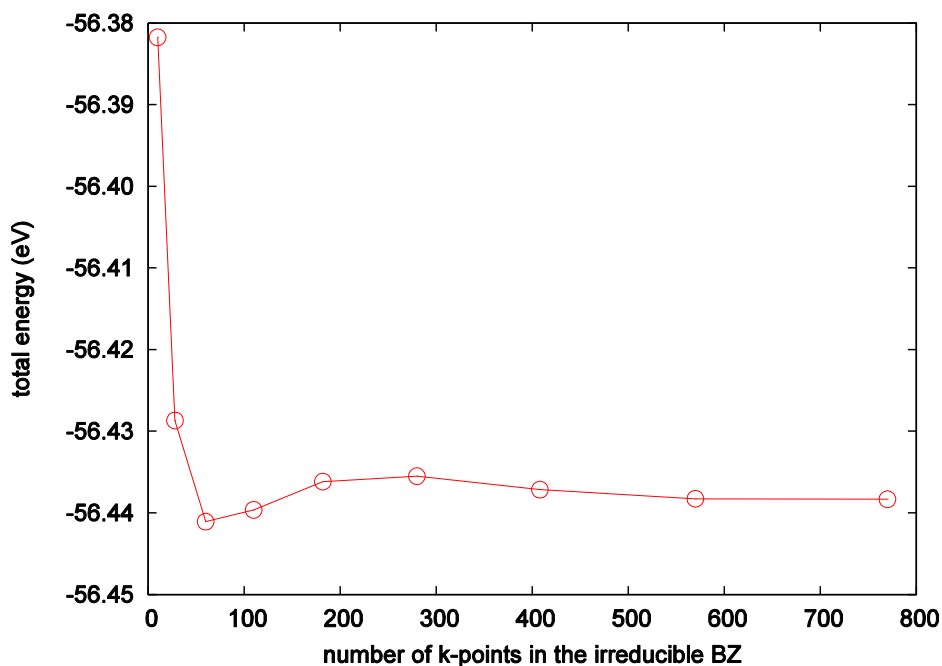


図 7.2 アルミニウム結晶の場合の、 k 点数と全エネルギーの関係

k 点数に関しては変分原理が成立するわけではないので、 k 点数に応じて全エネルギーが単純減少するわけではない点には注意が必要です。図 30 の例でも、途中全エネルギーが大きくなってから収束へ至っていることが分かります。

なお、カットオフエネルギーの場合と同様ここでみた全エネルギーの絶対エネルギーではなく相対エネルギーの場合はより少ない k 点サンプリング数で収束することが期待できます。

7.1.3 収束判定と計算精度

SCF 計算の収束判定を厳しくすると、原子に働く力をより精度よく計算することが可能となります。通常の構造最適化の場合 10^{-8} hartree 程度の収束判定を採用すれば多くの場合問題なく収束します。他方、分子動力学シミュレーションにおいて保存量を保存させるには、さらに厳しい収束判定を採用する必要があります。

図 7.3 に、 SiO_2 に対して収束判定を変化させながら力の計算を行った結果を例としてしめます。この図から、力を収束させるためには 10^{-10} hartree 以上の、比較的厳しい収束判定が要求されることが分かります。

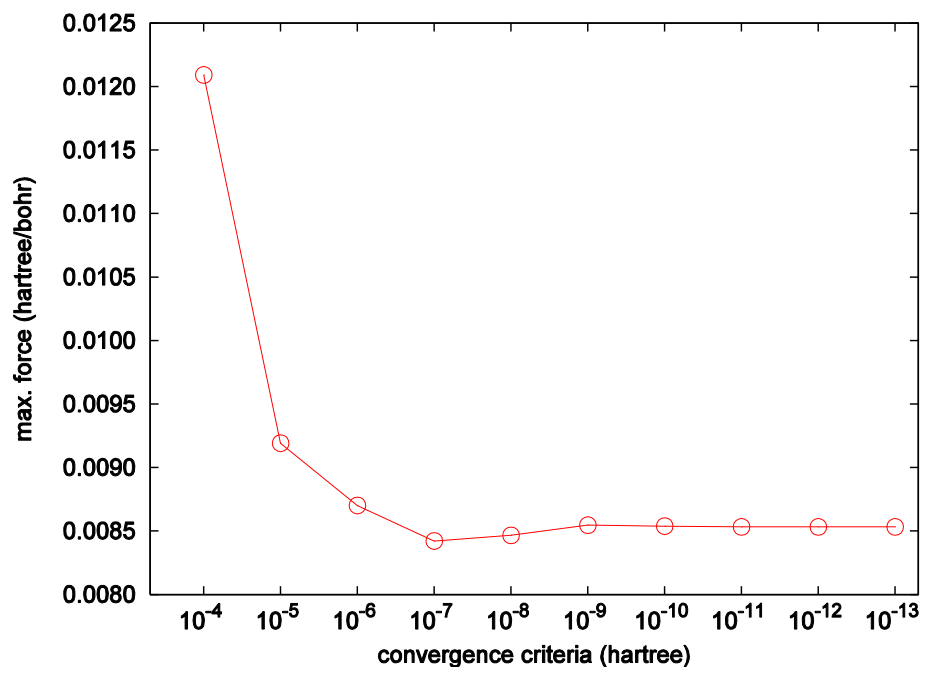


図 7.3 SiO2 の，収束判定と力の最大値の関係

7.1.4 ベンチマーク計算例（波動関数ソルバーの比較）

7.1.4.1 FCC-Cu

FCC-Cu について、各波動関数ソルバーがどの程度のパフォーマンスを示すか確かめてみましょう。なお、ここで紹介する計算の入力データは、以下のディレクトリーのサブディレクトリーにあります。

samples/sol_cmix_test/Cu

(1) 入力データ

まず、波動関数ソルバー以外を入力データです。

```
Control{
  condition = initial
  cpumax = 1 day
}
accuracy{
  cutoff_wf = 25.0 rydberg
  cutoff_cd = 225.0 rydberg
  num_bands = 10
  ksampling{
    mesh{
      nx = 10
      ny = 10
      nz = 10
    }
  }
  scf_convergence{
    delta_total_energy = 1.e-10 hartree
    succession = 3
  }
  initial_wavefunctions = atomic_orbitals
  initial_charge_density = atomic_charge_density
}
structure{
  unit_cell_type = primitive
  unit_cell{
    !#units bohr
    a_vector = 0.0000000 3.4704637 3.4704637
    b_vector = 3.4704637 0.0000000 3.4704637
    c_vector = 3.4704637 3.4704637 0.0000000
  }
  symmetry{
    method = automatic
    tspace{
      lattice_system = fcc
    }
    sw_inversion = on
  }
  atom_list{
    atoms{
      !#tag rx ry rz weight element mobile
      0.000 0.000 0.000 1 Cu 0
    }
  }
  element_list{
    #tag element atomicnumber
    Cu 29
  }
}
wavefunction_solver{
  次節参照
}
charge_mixing{
  mixing_methods{
    !#tag method rmxs rmxe itr var prec istr nbmix update
    broyden2 0.60 0.60 * * on 3 15 RENEW
  }
}
printlevel{
```



```

base = 1
}

```

以下に波動関数ソルバーの設定例を示します。

- 行列対角化

```

wavefunction_solver{
  solvers{
    !#tag id sol till_n dts dte itr var prec cmix submat
    1 matrixdiagon -1 * * * * on 1 off
  }
}

```

- lm+msd, 部分空間対角化は波動関数更新後

```

wavefunction_solver{
  solvers{
    !#tag id sol till_n dts dte itr var prec cmix submat
    1 lm+msd 1 * * * * on 1 on
  }
  submat{
    before_renewal=off
  }
}

```

- lm+msd, 部分空間対角化は波動関数更新前

```

wavefunction_solver{
  solvers{
    !#tag id sol till_n dts dte itr var prec cmix submat
    1 lm+msd 1 * * * * on 1 on
  }
  submat{
    before_renewal=on
  }
}

```

- lm+msd → rmm3, 部分空間対角化は波動関数更新後

```

wavefunction_solver{
  solvers{
    !#tag id sol till_n dts dte itr var prec cmix submat
    1 lm+msd 1 * * * * on 1 on
    2 rmm3 -1 * * * * on 1 on
  }
  rmm{
    edelta_change_to_rmm = 5.0e-3
  }
  submat{
    before_renewal=off
  }
}

```

- lm+msd → rmm3, 部分空間対角化は波動関数更新前

```

wavefunction_solver{
  solvers{
    !#tag id sol till_n dts dte itr var prec cmix submat
    1 lm+msd 1 * * * * on 1 on
    2 rmm3 -1 * * * * on 1 on
  }
  rmm{
    edelta_change_to_rmm = 5.0e-3
  }
  submat{
    before_renewal=on
  }
}

```

- Davidson → rmm3, 部分空間対角化は波動関数更新後

```

wavefunction_solver{
  solvers{
    !#tag  id sol  till_n  dts  dte  itr  var  prec cmix submat
          1  davidson  1  *  *  *  *  off 1 off
          2  rmm3    -1  *  *  *  *  on  1  on
  }
  rmm{
    edelta_change_to_rmm = 5.0e-3
  }
  submat{
    before_renewal=off
  }
}

```

- Davidson → rmm3, 部分空間対角化は波動関数更新前

```

wavefunction_solver{
  solvers{
    !#tag  id sol  till_n  dts  dte  itr  var  prec cmix submat
          1  davidson  1  *  *  *  *  off 1 off
          2  rmm3    -1  *  *  *  *  *  on  1  on
  }
  rmm{
    edelta_change_to_rmm = 5.0e-3
  }
  submat{
    before_renewal=on
  }
}

```

- Davidson

```

wavefunction_solver{
  solvers{
    !#tag  id sol  till_n  dts  dte  itr  var  prec cmix submat
          1  davidson  -1  *  *  *  *  off 1 off
  }
}

```

(2) 結果

ベンチマークテストの計算結果を図 2 に、計算時間を表 2 に示します。Intel Fortran Compiler 11.1 for Linux でコンパイルして、2.4GHz の Opteron280 プロセッサを搭載したクラスターマシンにおいて k 点 4 並列で計算を行いました。

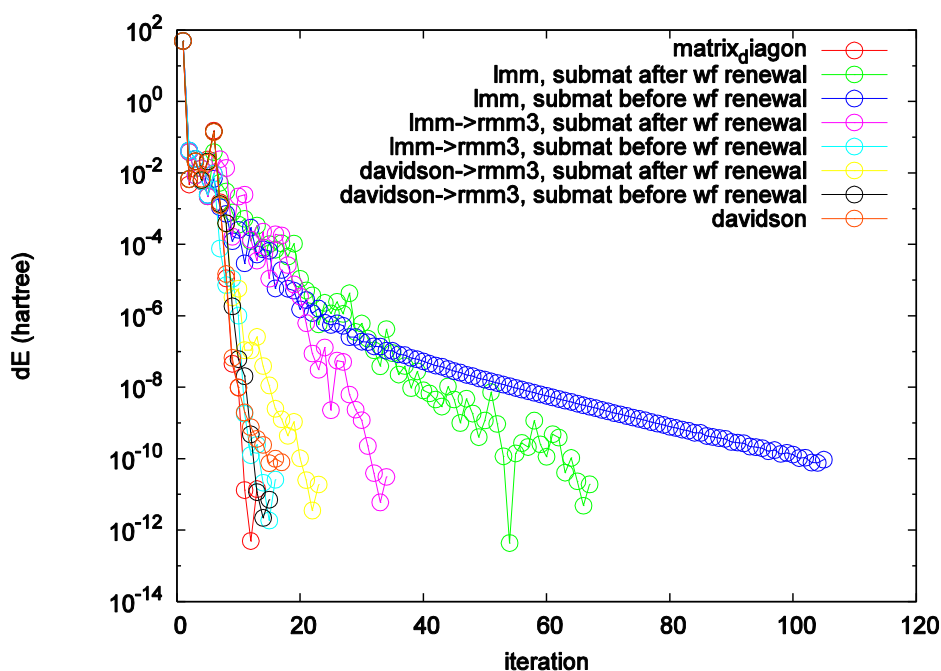


図 7.4 波動関数ソルバーによる収束の速さの比較

表 7.1 は波動関数ソルバーによる計算時間の比較です。繰り返し回数は、電荷の混合の回数です。また、計算時間は Opteron 280 2.4GHz のクラスターマシンで、k 点 4 並列で行った場合の結果です。あくまで参照値とお考えください。

表 7.1 波動関数ソルバーによる計算時間の比較。

| 手法 | 繰り返し回数 | 計算時間 |
|----------------------------------|--------|--------|
| 行列対角化法 | 13 回 | 19.2 秒 |
| lm+msd, 部分空間対角化は波動関数更新後 | 67 回 | 22.2 秒 |
| lm+msd, 部分空間対角化は波動関数更新前 | 105 回 | 32.4 秒 |
| lm+msd → rmm3, 部分空間対角化は波動関数更新後 | 34 回 | 12.4 秒 |
| lm+msd → rmm3, 部分空間対角化は波動関数更新前 | 16 回 | 8.4 秒 |
| Davidson → rmm3, 部分空間対角化は波動関数更新後 | 23 回 | 11.2 秒 |
| Davidson → rmm3, 部分空間対角化は波動関数更新前 | 15 回 | 9.5 秒 |
| Davidson | 17 回 | 11.8 秒 |

横軸は繰り返し回数で、縦軸は収束値からの相対的なエネルギーです。SCF 計算では、変分原理が成り立つので、エネルギーが低いほど、正確な値となります。行列対角化法は、繰り返し回数で見た収束は速いのですが、1 回あたりの計算量は一般に大きく、とくに、系のサイズが大きくなると、この手法は実際上適用できなくなります。全体的には、途中で rmm3 法へ移行するケースが速く収束しています。また、rmm3 法は部分空間対角化を波動関数更新前に適用する方がより速く収束しています。

計算する系に依存して、収束の速さ、安定性は変化します。そこで、その都度、最適な計算手法を選択する事をお勧めいたします。比較的安定で収束の速い手法として、LM+MSD→RMM3 法、Davidson 法、Davidson→RMM3 法が多くの場合推奨されます。また、RMM3 法を利用する場合部分空間対角化は波動関数更新前に適用した方がよい場合が多いです。Davidson 法を利用する場合、前処理(precon)は off としておいた方がよいでしょう。

7.1.4.2 Fe(100) 表面

次に、スピンを考慮した計算の例として Fe(100)表面の計算例を紹介いたします。この問題では、波動関数ソルバーは固定とし、電荷密度混合法を変更したテストを行います。ここで紹介する計算の入力データは、以下のディレ

クローリーのサブディレクトリーにあります。

`samples/sol_cmix_test/Fe100`

(1) 入力データ

まず、電荷密度混合法以外の入力データです。

```
control{
  condition = initial
  max_iteration = 200
}
accuracy{
  num_bands = 52
  ksampling{
    method=monk
    mesh{
      nx = 6
      ny = 6
      nz = 1
    }
  }
  cutoff_wf = 30 rydberg
  cutoff_cd = 300 rydberg
  initial_wavefunctions = atomic_orbitals
  initial_charge_density = atomic_charge_density
  scf_convergence{
    delta_total_energy = 1e-9
    succession = 3
  }
  force_convergence{
    max_force = 0.0005 hartree/bohr
  }
}
structure{
  atom_list{
    atoms{
      #tag   element   rx   ry   rz   mobile   weight
      Fe    0.5     0.5  0   off   1         2
      Fe    0       0   0.0948333333333333  off   2
      Fe    0       0   0.2845   off   2
      Fe    0.5     0.5  0.1896666666667   off   2
    }
  }
  ferromagnetic_state{
    sw_fix_total_spin=off
    total_spin=14
    spin_fix_period=5
  }
  unit_cell{
    a_vector = 5.3762704477 0.0 0.0
    b_vector = 0.0 5.3762704477 0.0
    c_vector = 0.0 0.0 28.3458898822
  }
  element_list{
    #tag   element   atomicnumber   mass   zeta   deviation
    Fe    26       101802.230406   0.375  1.83
  }
  symmetry{
    method = automatic
    sw_inversion = on
  }
  magnetic_state=ferro
}
structure_evolution{
  method = gdiis
  gdiis{
    initial_method = cg
    c_forc2gdiis = 0.005 hartree/bohr
  }
}
```

```

wavefunction_solver{
  solvers{
    #tag    sol    till_n    prec    cmix    submat
      davidson  1    off    1    off
      rmm3     -1    on    1    on
  }
  rmm{
    edelta_change_to_rmm = 5e-3 hartree
  }
  submat{
    before_renewal = on
  }
}
charge_mixing{
  次節参照
}
printoutlevel{
  base = 1
}

```

以下に電荷密度混合法の設定例を示します。

電荷密度の和と差で異なる混合比を採用，混合アルゴリズムは Broyden2 法(case0)

```

charge_mixing{
  spin_density_mixfactor=4
  mixing_methods{
    #tag    no    method    rmxs    rmxe    itr    var    prec    istr    nbmix    update
      1     broyden2    0.1    0.1    40    linear    on    3    5    renew
  }
}

```

電荷密度の和と差で異なる混合比を採用，混合アルゴリズムは Pulay 法(case1)

```

charge_mixing{
  spin_density_mixfactor=4
  mixing_methods{
    #tag    no    method    rmxs    rmxe    itr    var    prec    istr    nbmix    update
      1     pulay    0.1    0.1    40    linear    on    3    15    renew
  }
}

```

電荷密度の和と差で同じ混合比を採用，混合アルゴリズムは Broyden2 法(case2)

```

charge_mixing{
  spin_density_mixfactor=1
  mixing_methods{
    #tag    no    method    rmxs    rmxe    itr    var    prec    istr    nbmix    update
      1     broyden2    0.1    0.1    40    linear    on    3    15    renew
  }
}

```

電荷密度の和と差で同じ混合比を採用，混合アルゴリズムは Pulay 法(case3)

```

charge_mixing{
  spin_density_mixfactor=1
  mixing_methods{
    #tag    no    method    rmxs    rmxe    itr    var    prec    istr    nbmix    update
      1     pulay    0.1    0.1    40    linear    on    3    15    renew
  }
}

```

(2) 結果

本ベンチマークの結果を，表 3 にまとめました。同じ電子状態へ収束していることを確認するため，得られた全エネルギーもあわせて表示しています。この例では，「電荷密度の和と差で同じ混合比を採用，混合法は Pulay 法」(case3)で最少の回数で収束解を得ることができました。多くの場合 case3 の設定によって少ない計算回数で収束解が得られますが，問題によっては Broyden2 法を採用した方が良い場合もありますし，電荷密度の差の

混合比を大きくした方がよい場合もあります。さらに、スピンを考慮した計算の場合、初期スピン分極やスピンを固定するか否かなどもによっても収束性は変化します。収束しづらい（しない）場合、上記の設定例などを参考に、最適な電荷密度混合法の設定を行ってください。

表 7.2 Fe (100) 表面の収束に至るまでの SCF 計算回数と到達した全エネルギー

| | SCF 回数 | 全エネルギー (ha.) |
|-------|--------|-------------------|
| case0 | 36 | -153.877775988322 |
| case1 | 32 | -153.877775991437 |
| case2 | 34 | -153.877775825592 |
| case3 | 29 | -153.877775990755 |

7.1.5 波動関数ソルバーおよび電荷密度混合法の自動設定

PHASE に搭載されている波動関数ソルバーには、MSD 法、lm+MSD 法、Davidson 法、CG 法、RMM 法、直接対角化法などの基本ソルバーと補助ソルバーとしての subspace rotation があります。さらに、電荷密度ミキサーとして単純混合法、Pulay 法、Broyden による 2 番目の方法などを搭載しています。これらを、問題に応じて適切に組み合わせることによって高速な収束が期待できます。しかし、このように問題に応じて適切に組み合わせるのは非常に手間がかかる作業です。そこで、PHASE には、適切な波動関数ソルバーや電荷密度混合法をプログラムが自動的に選択する機能が備わっています。ここでは、この機能の利用方法を説明します。この機能によって様々な系を収束させることができっていますが、もしなかなか収束させられない場合は、手動で波動関数ソルバーや電荷密度ミキサーの設定を行うようにしてください。

この機能を利用することによって、様々な系で安定に収束解が得られていることを確認しています。例として、鉄(100)表面の収束性を示したものを次の図に示します。

入力パラメーターファイルに波動関数ソルバーおよび電荷密度混合法の指定がない場合の収束性を PHASE v1100 と PHASE/O 2014 で比較しました。計算は磁性を考慮して行いました。結果は下図の通りです。

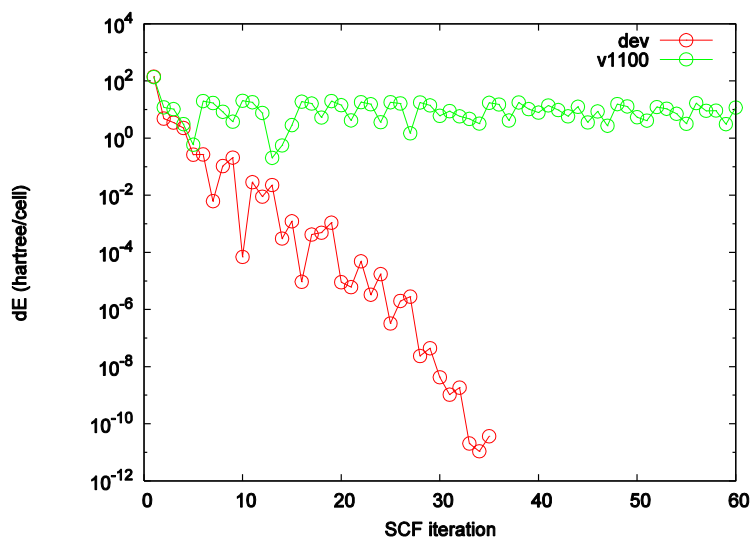


図 7.5 波動関数ソルバーおよび電荷密度ミキサーの自動設定

赤線が本機能の結果、緑線が PHASE v1100 を利用した結果です。

図から明らかのように、PHASE v1100 を利用すると波動関数ソルバー・電荷密度混合法の設定をしない場合は本例題を収束させることができませんが、本機能を利用すると収束させることができます

7.2 構造最適化

7.2.1 構造最適化手法

7.2.1.1 計算例

構造最適化の各アルゴリズムがどのように振る舞うかを調べるため、以下に挙げる系の構造最適化を搭載されているアルゴリズムを利用して実施しました。

- ・ ケース 1: cis 型のジクロロシクロヘキサン
- ・ ケース 2: ルチル型 TiO₂
- ・ ケース 3: SiO₂
- ・ ケース 4: Si(001) 表面

これらの入力は、以下のディレクトリ下のサブディレクトリにあります。

samples/strevl_test

力の収束判定は、すべてのケースで 10^{-4} hartree/bohr としました（この条件は、比較的厳しい収束判定条件です）。また、電子状態計算の収束判定はすべてのケースで 10^{-10} hartreee 1 回としました。原子配置の更新は、最大 200 回行い、それでも収束しないケースは未収束と見なしました。

各々の構造最適化のアルゴリズムは、以下のように設定しました。

(1) quenched MD 法

```
structure_evolution{
  method = quench
}
```

(2) cg 法

```
structure_evolution{
  method = cg
}
```

(3) gdiis 法

```
structure_evolution{
  method = gdiis
  gdiis{
    initial_method = cg
    c_forc2gdiis = 0.01 hartree/bohr
  }
}
```

このように設定すると、まずは cg 法のアルゴリズムに従って最適化が進行します。原子に働く力の最大値が c_forc2gdiis で指定する値よりも小さくなった時点で gdiis 法に切り替わります。ただし、最初の 3 回は原子に働く力の最大値に関わらずに cg 法が採用されます。

(4) bfgs 法

```
structure_evolution{
  method = bfgs
  gdiis{
    initial_method = cg
    c_forc2gdiis = 0.01 hartree/bohr
  }
}
```

このように設定すると、まずは **cg** 法のアルゴリズムに従って最適化が進行します。原子に働く力の最大値が **c_forc2gdiis** で指定する値よりも小さくなった時点で **bfgs** 法に切り替わります。ただし、最初の 3 回は原子に働く力の最大値に関わらずに **cg** 法が採用されます。**bfgs** 法の詳細設定は **gdiis** ブロックで行い、また各変数の意味も **gdiis** 法の場合と全く同じです。

7.2.1.2 計算結果

ベンチマークの結果を表 7.3 にまとめました。この結果、**quenched MD** 法は収束が遅いことが分かります。今回のケースでは時間刻みとしてデフォルト値 (100 au) を採用しましたが、この値を調整することによって収束が改善される可能性はあります。**GDIIS** 法は **SiO₂** のケースでは最も速く収束していますが、それ以外のケースではあまり有効に作用していません。**gdiis** 法の振る舞いは、**c_forc2gdiis** パラメーターをより小さなものにしたリ、電子状態計算の収束判定をより厳しくすることによって改善される可能性はあります。**cg** 法は比較的安定に最適化ができています。**bfgs** 法は、すべてのケースで収束し、また平均的に少ない回数で最適化を行うことができました。

表 7.3 構造緩和法の違いによる収束にいたる回数の比較。200 回の更新を経ても力の最大値が 10^{-4} 以下とならなかったケースは未収束とした。ケース 1 がジクロロシクロヘキサン、ケース 2 がルチル型 **TiO₂**、ケース 3 が **SiO₂**、ケース 4 が **Si(001)** 表面に相当する。

| | ケース 1 | ケース 2 | ケース 3 | ケース 4 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| quenched MD | 未収束 | 115 | 166 | 未収束 |
| cg | 195 | 62 | 28 | 124 |
| GDIIS | 未収束 | 71 | 13 | 176 |
| BFGS | 87 | 38 | 16 | 67 |

7.2.2 構造更新時の電荷密度、波動関数の予測更新 (収束性の向上)

PHASE には、構造最適化や分子動力学シミュレーションを行っている際に、波動関数や電荷密度を原子配置の変化に合わせて“補外”することによって収束性を向上させる機能が備わっています。補外は、文献[2]で紹介されている方法によって行っています。いくつかの系において本機能を適用した結果を示します。いずれのケースにおいても、おおむね高速化されます。

鉄粒界

| | no prediction | charge0 | charge1 |
|----------|---------------|---------|---------|
| 原子配置更新回数 | 11 | 11 | 11 |
| SCF 回数 | 245 | 185 | 163 |

ジクロロシクロヘキサン分子

| | no prediction | charge0 | charge1 |
|----------|---------------|---------|---------|
| 原子配置更新回数 | 25 | 25 | 25 |
| SCF 回数 | 481 | 330 | 310 |

SiO₂ 結晶

| | no prediction | charge0 | charge1 |
|----------|---------------|---------|---------|
| 原子配置更新回数 | 16 | 16 | 16 |
| SCF 回数 | 193 | 144 | 136 |

Si (100) 表面

| | no prediction | charge0 | charge1 | charge1+wf |
|--|---------------|---------|---------|------------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| iteration_ionic | 21 | 21 | 21 | 21 |
| SCF 回数 | 324 | 200 | 187 | 157 |

上記表中、charge0 は sw_charge_predictor = on, charge1 は sw_charge_predictor = on と sw_extrapolate_charge = on, charge1+wf は sw_charge_predictor = on, sw_extrapolate_charge = on, sw_wf_predictor = on に相当

Si 64 原子 300K MD 50 回

| | | | | |
|--------|---------------|---------|---------|------------|
| | no prediction | charge0 | charge1 | charge1+wf |
| SCF 回数 | 613 | 413 | 387 | 231 |

上記表中、charge0 は sw_charge_predictor = on, charge1 は sw_charge_predictor = on と sw_extrapolate_charge = on, charge1+wf は sw_charge_predictor = on, sw_extrapolate_charge = on, sw_wf_predictor = on に相当

- [2] T. Arias, M. C. Payne and J. D. Joannopoulos, “*Ab initio* molecular-dynamics techniques extended to large-length-scale systems”, Physical Review B **45**, 1538 (1992).

7.3 PHASE/0 の単位系

PHASE/0 において利用される単位は、原則としてハートリー原子単位系です。ここでは、ハートリー原子単位系からそのほかの単位に変換する際の 変換係数を記述します。結果の解析の際にご活用ください。

| | |
|-------|---|
| エネルギー | 1 hartree = 2 rydberg = 27.21139615 eV = $4.359745836 \times 10^{-18}$ J |
| 長さ | 1 bohr = 0.5291772480 Å = $0.5291772480 \times 10^{-10}$ m |
| 質量 | 1 au mass = 1822.877333 amu = $9.1093897 \times 10^{-31}$ kg |
| 体積 | 1 au volume = $0.1481847426 \text{ \AA}^3 = 1.48184726 \times 10^{-29} \text{ m}^3$ |
| 速度 | 1 au velocity = $2.187691417 \times 10^{-2} \text{ \AA/s} = 2.187691417 \times 10^8 \text{ m/s}$ |
| 力 | 1 hartree/bohr = $51.42208259 \text{ eV/\AA} = 8.238725025 \times 10^{-8} \text{ N}$ |
| 時間 | 1 au time = $2.418884327 \times 10^{-2} \text{ fs} = 2.418884327 \times 10^{-17} \text{ s}$ |
| ストレス | 1 au stress = $2.903628623 \times 10^9 \text{ atm} = 2.942101703 \times 10^{13} \text{ Pa}$ |
| 密度 | 1 au density = $1.23013834 \times 10^4 \text{ amu/\AA}^3 = 9.1093897 \times 10^{-4} \text{ g/cm}^3 = 9.1093897 \times 10^{-1} \text{ kg/m}^3$ |

8. PHASE/0 のインストール

8.1 動作環境

PHASE/0 は、PC から最先端のスーパーコンピュータの様々な計算機環境で動作します。

PHASE/0 プログラムは fortran (fortran90 および fortran77) と C で記述されています。これらのコンパイラが使える計算機システムが必要です。並列計算をする場合には MPI ライブラリがインストールされている必要があります。

必要 (利用可能) なソフトウェア、ライブラリ

- Fortran90 コンパイラ、C コンパイラ (必須)
- MPI ライブラリ (並列計算に必須)
- 行列演算ライブラリ LAPACK, BLAS (オプション)
- FFT ライブラリ FFTW (オプション)
- Perl (オプション)・・・PHASE ツールで必要
- Gnuplot (オプション)・・・PHASE ツールで必要

PHASE の動作確認を行っている計算機環境を以下に示します。

PHASE/0 が動作する計算機環境

| 計算機環境 | コンパイラ | 利用可能ライブラリ |
|------------------|--|---|
| Linux | GNU Compiler Intel Compiler PGI Compiler | LAPACK, BLAS, ScaLAPACK MKL, ACML FFTW3 |
| Windows XP | GNU Compiler Intel Compiler PGI Compiler | MKL, ACML FFTW3 |
| Intel 版 Mac OS X | GNU Compiler Intel Compiler | MKL, ACML FFTW3 |
| Oracle Solaris | GNU Compiler SUN Compiler | Sun Perf.(LAPACK) ACML FFTW3 |
| SGI Altix | Intel Compiler | SCSL, MKL FFTW3 |
| IBM AIX | IBM XL | ESSL(LAPACK) FFTW3 |
| Hitachi SR11000 | HITACHI IBM XL | MATRIX/MPP(FFT) HITACHI LAPACK ESSL(LAPACK) |
| NEC SX Series | Fortran90/SX | Mathkeisan(LAPACK) ASL(FFT) |
| Fujitsu FX10 | Fujitsu Compiler | |

- MPI ライブラリは、([MPICH1](#), [MPICH2](#), [OpenMPI](#))に対応しています。
- GNU Compiler (gfortran, gcc) は、バージョン 4.4 以降を使用してください。最新の GNU Compiler (Windows 版、MacOS 版、Linux 版) は <http://gcc.gnu.org/> から入手できます。
- 各環境向けの最新の AMD Core Math Library は <http://developer.amd.com/> から入手できます。
- PGI compiler は、バージョン 6.2 を使用してください。
- Intel compiler は、バージョン 9.1 以降を使用してください。

8.2 インストール方法

Linux 環境を例にしてインストール方法を説明します。ここでは、Linux 環境に Intel Fortran compiler がインストールされていることを想定します。別のコンパイラを利用する場合はコンパイラの選択のときに、そのコンパイラを選択してください。また、MPI ライブラリとして、OpenMPI を使用することを仮定しています。プログラムモデルの選択のときに「Serial」を選択すれば MPI ライブラリを使用しないでプログラムを作成することもできます。

まず、PHASE/0 パッケージ `phase0_2015.01.tar.gz` を PHASE/0 をインストールするディレクトリに展開してください。

```
$ tar xzf phase0_2015.01.tar.gz
```

ディレクトリ `phase0_2015.01` に移り、インストーラーを実行してください。

```
$ cd phase0_2015.01
$ ./install.sh
```

```
=== PHASE installer ===
Do you want to install PHASE? (yes/no) [yes]
```

インストールするかどうか聞いてきますので、何も入力せずに Enter キーを押してください。

```
Supported platforms
0) GNU Linux (IA32)
1) GNU Linux (EM64T/AMD64)
2) NEC SX Series
x) Exit
Enter number of your platform. [0]
```

対応する環境の一覧が表示されますので、「GNU Linux (IA32)」に対応する 0 を入力して、Enter キーを押してください。

```
Supported compilers
0) GNU compiler collection (gfortran)
1) Intel Fortran compiler
x) Exit
Enter number of a desired compiler. [0]
```

対応するコンパイラーの一覧が表示されますので、「Intel Fortran compiler 9.x」に対応する 2 を入力して、Enter キーを押してください。

```
Supported programming-models
0) Serial
1) MPI parallel
x) Exit
Enter number of a desired programming-model. [0]
```

対応するプログラムモデルの一覧が表示されますので、「MPI parallel」に対応する 1 を入力して、Enter キーを押してください。

```
Supported MPI libraries
0) MPICH1/MPICH2/Open MPI
1) Intel(R) MPI
x) Exit
Enter number of a desired MPI library. [0]
```

対応する MPI ライブラリの一覧が表示されますので、「Open MPI」に対応する 0 を入力して、Enter キーを押してください。

```
Supported BLAS/LAPACK
0) Netlib BLAS/LAPACK
1) Intel Math Kernel Library (MKL)
x) Exit
Enter number of a desired library. [0]
```

対応する BLAS/LAPACK ライブラリの一覧が表示されますので、「Netlib BLAS/LAPACK」に対応する 0 を入力して、**Enter** キーを押してください。

```
Supported FFT libraries
0) Built-in FFT subroutines
1) FFTW3 library
x) Exit
```

```
Enter number of a desired library. [0]
```

対応する FFT ライブラリの一覧が表示されますので、「Built-in FFT subroutines」に対応する 0 を入力して、**Enter** キーを押してください。

```
Do you want to edit the makefile that has been generated? (yes/no/exit) [no]
```

作成された Makefile を編集するかどうか聞いてきます。Makefile を確認したり編集する気がなければ、何も入力せずに **Enter** キーを押してください。

```
Do you want to make PHASE now? (yes/no) [yes]
```

PHASE のコンパイルとインストールを開始するかどうか聞いてきます。何も入力せずに **Enter** キーを押して、PHASE のコンパイルとインストールを始めてください。

```
PHASE was successfully installed.
```

```
Do you want to check the installed programs? (yes/no) [no]
```

PHASE が正常にインストールされたことを告げるメッセージの後、プログラムのテスト計算を実行するかどうか聞いてくるので、必要があれば **yes** を入力し、**Enter** キーを押してください。テスト計算をしないならば、**no** を入力して **Enter** キーを押してください。テスト計算を実行して以下のような出力が得られれば問題ありません。

```
Do you want to check the installed programs? (yes/no) [no]
```

```
yes
```

```
Checking total-energy calculation.
```

```
Total energy : -7.897015156331 Hartree/cell
```

```
Reference      : -7.897015156332 Hartree/cell
```

```
Checking band-energy calculation.
```

```
Valence band maximum : 0.233846 Hartree
```

```
Reference          : 0.233846 Hartree
```

MPI プログラムの実行に用いる `mpirun` や `mpiexec` などのコマンドを用いて実行します。

`$HOME/phase0_2015.01/bin` を環境変数 `PATH` に追加しておくこと、PHASE/0 のプログラムのパスを指定せずに実行でき便利です。

Bourne shell(ボーンシェル)系であれば、`$HOME/.bashrc` などに `PATH` を記述します。

```
export PATH=$HOME/phase0_2015.01/bin:$PATH
```

C shell(シーシェル)系であれば、`$HOME/.cshrc` に `PATH` を記述します。

```
setenv PATH $HOME/phase0_2015.01/bin:$PATH
```

MPI ライブラリの `bin` ディレクトリにも必ずパスを通すようにしてください。

Bourne shell(ボーンシェル)系であれば、`$HOME/.bashrc` などに `PATH` を記述します。

```
export PATH=$HOME/openmpi/bin:$PATH
```

C shell(シーシェル)系であれば、`$HOME/.cshrc` に `PATH` を記述します。

```
setenv PATH $HOME/openmpi/bin:$PATH
```

以下のようにして、PHASE を実行します。

```
$ mpirun -np 2 phase ne=1 nk=2
```

9. PHASE/0 プログラム、ツールの実行方法

9.1 プログラム phase

9.1.1 プログラム phase の実行

PHASE は SCF 計算、分子動力学法計算を行います。また収束した電荷密度分布から状態密度やバンド分散を計算することができます。

入力パラメータファイル、擬ポテンシャルファイルを実行ディレクトリに置きます。file_names.data を使用する場合には、それも同じディレクトリに置いてください。

1 プロセッサ（1 コア）の逐次計算を行う場合には、次のようにプログラム phase を実行します。”../phase0_2015.01/bin/”は、PHASE がインストールされているディレクトリです。

```
% ../.. /phase0 2015.01/bin/phase
```

並列計算を行う場合には、お使いの計算機の利用する MPI ライブラリの実行コマンドを使用します。詳細はお使いの計算機システムのマニュアルを参照ください。一般的なコマンドは mpirun です。

```
% mpirun -np NP ../.. /phase0 2015.01/bin/phase ne=NE nk=NK
```

ここで、NP は MPI プロセス数、NE はバンド並列数、NK は k 点並列数です。

9.1.2 プログラム phase の並列計算オプション

9.1.2.1 バンド並列、k 点並列

並列計算（バンド並列、k 点並列）では、バンド並列数 NE、k 点並列数 NK を指定します。NP = NE × NK という関係が成立している必要があります。ne, nk という引数は省略することも可能です。その場合は NE = NP, NK = 1 が採用されます。

```
% mpirun -np NP ../.. /phase0 2015.01/bin/phase ne=NE nk=NK
```

通常、バンド並列よりも k 点並列の方が効率が良いです。したがって、可能な場合は k 点並列数を大きくすると良いと考えられます。ただし、k 点数は大きな系の計算では少なくすることと、最終的な k 点数が必ずしも利用できるプロセス数で割り切れるわけではないという点に注意が必要です。k 点数よりも NK の値が大きいとエラーになります。また、k 点数が NK で割り切れない場合は十分な効率が得られません。そこで、必要に応じてバンド並列も組み合わせて計算を実行してください。

9.1.2.2 レプリカ並列

NEB 法、拘束条件付きダイナミクス、メタダイナミクスなどの機能によっては“レプリカ並列”が利用できる場合があります。レプリカ並列を実行するには以下のコマンドを利用します。

```
% mpirun -np NP ../.. /phase0 2015.01/bin/phase nr=NR ne=NE nk=NK
```

NR はレプリカ並列数です。NP = NR × NE × NK という関係が成立している必要があります。レプリカ並列の効率は k 点並列よりも更に良いですが、k 点並列と同じ注意が必要です。また、“もっとも収束の遅いレプリカ”が律速となるので、実効的には必ずしも効率的とは限りません。

9.1.3 プログラム phase 3 軸並列 (G 点並列) 版 (β 版)

PHASE はバンドと k 点の 2 軸並列に対応していますが、平面波の G 成分の並列化にも対応しています。ただし、この並列化は現バージョンでは試験的なものであり、下記のような制約があります。

- k 点並列と同時に利用することはできません。
- ポスト処理を行うことができません。

G 点並列に対応したソースコードは、ディレクトリー `src_phase_3d` にあります。このディレクトリーへ移り、**Makefile** を作成するために以下のコマンドを発行します。

```
% sh configure
```

インストールマニュアルに書いてある手続きと似た手続きで **Makefile** を作成し、作成された **Makefile** に対して必要に応じて編集を施します。ついで、以下の要領でコンパイルします。

```
% make
```

実行する際には、作業ディレクトリーに `nml.lst` という名前のファイルを作成し、以下のような内容を記述します。

```
&decomp3d
ng=NG
ne=NE
nk=1
/
```

ここで NG に G 点並列数を、NE にバンド並列数を指定します。NG と NE の積は、MPI プロセスの数に等しい必要があります。

```
% mpirun -np NP ../../phase0 2015.01/bin/phase
```


9.2 プログラム ekcal

9.2.1 プログラム ekcal の実行

状態密度計算、バンド計算において、 k 点の個数が多い場合に使うプログラムとして ekcal があります。SCF 計算の計算結果の電荷密度を入力として計算できます。

SCF 計算の計算結果の電荷密度ファイル `nfchgt.data` を実行ディレクトリにコピーします。または、入出力ファイル設定ファイル `file_names.data` において、`F_CHG` に SCF 計算の計算結果の電荷密度ファイル指定します。

バンド構造計算においては、サンプリング k 点の設定ファイル `kpoint.data` を用意します。

次のようにプログラム ekcal を実行します。”`phase0_2015.01/bin/`”は、PHASE がインストールされているディレクトリです。

```
% ../../phase0_2015.01/bin/ekcal
```

9.3 プログラム uvsol

9.4 状態密度図作成ツール dos.pl

状態密度図の作成

PHASE あるいは EKCAL によって状態密度データを出力させることができます。それについては、たとえば 3.10.1 をご覧ください。その状態密度データ dos.data を可視化するプログラムが dos.pl です。example の dos.data を work にコピーします。

```
$ cd PHASE_INST_DIR/samples/tools/work
```

```
$ cp ../example/dos.data .
```

間違いなく dos.data がコピーされていることを ls で確認してください。

```
$ ls dos.*
```

```
dos.data
```

dos.pl を用いて、この状態密度データ dos.data を可視化してみましょう。次のようにコマンドを入力して下さい。

```
$ dos.pl dos.data -erange=-13,5 -color
```

こうすると、EPS ファイル density_of_states.eps が生成されます。UNIX 環境で、これを見るには ghostview や gv などを必要とします。

```
$ ghostview density_of_states.eps
```

または

```
$ gv density_of_states.eps
```

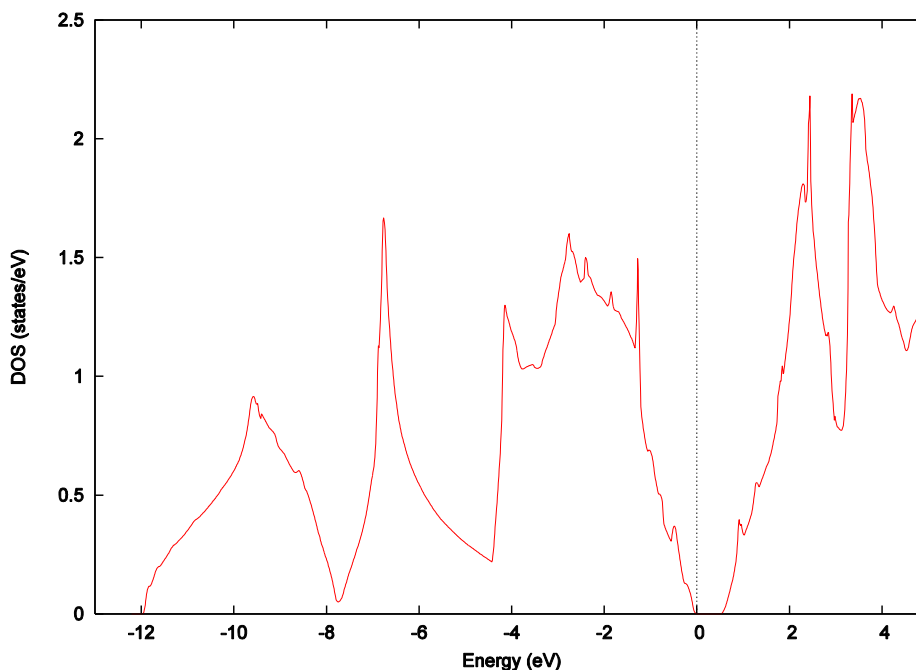


図 9.1 バルク Si の状態密度図

dos.pl を実行するときに状態密度データ dos.data の後に付加した -erange は表示するエネルギーの範囲を 制御するオプション、-color はカラー出力を行うためのオプションです。

9.4.1 dos.pl のオプション

なにも付加せずに dos.pl を実行すると利用方法が表示されます。

```
$ dos.pl
```

```

Version: 3.00
Usage: dos.pl DosData -erange=Emin,Emax -einc=dE -dosrange=DOSmin,DOSmax -dosinc=dDOS
-ttitle=STRING -with_fermi -width=SIZE -font=SIZE -color -mode={total|layer|atom|projected}
-epsf={yes|no} -data={yes|no}

```

DosData に状態密度データが記録されたファイル(通常 dos.data)を指定します。その後には作図を制御するオプションを指定します。

-erange=Emin,Emax 表示するエネルギーの範囲を eV 単位で指定する。
 たとえば、-10 eV から 5 eV まで表示したい場合は、
-erange=-10,5
 とします。指定をしないと、データの最小値・最大値から自動的に決定されます。

-einc=dE 目盛りの間隔を指定する。
 たとえば、2eV 間隔に目盛りをふりたいなら、
-einc=2
 とします。

-dosrange=DOSmin,DOSmax 表示する状態密度の範囲を変える。
 たとえば、0 states/eV から 12 states/eV まで表示したい場合は、
-dosrange=0,12
 とします。

-dosinc=dDOS 縦軸(状態密度)の目盛りの間隔を指定する。
 たとえば、2 states/eV 間隔に目盛りをふりたいなら、
-dosinc=2
 とします。

-ttitle=STRING グラフにタイトルを付けたいときに設定する。
 たとえば、タイトルを「Total DOS」とするなら、
-ttitle="Total DOS"
 とします。

-with_fermi デフォルトでは描かないフェルミレベルまたは価電子帯上端のエネルギーレベルを描く。金属ではフェルミレベルを表示し、絶縁体・半導体であれば価電子帯上端のエネルギーレベルを表示します。

-width=SIZE 図の幅のデフォルト値は 1 であるが、その値を変更したい場合はこのオプションを使う。たとえば、0.8 に変更したい場合は
-width=0.8
 とします。

-font=SIZE フォントのサイズを変更したいときには、これを設定する。既定値は 14 です。
 たとえば、フォントサイズを 28 にしたいならば、
-font=28
 とします。

-color グラフをカラー表示します。

-mode={total|layer|atom} total を指定すると、全状態密度図が作成されます。
 layer を指定すると、層分割の局所状態密度の図が作成されます。
 atom を指定すると、原子分割の局所状態密度の図が作成されます。
 projected を指定すると、原子軌道分割の局所状態密度の図が作成されます。
 既定値は total です。

-epsf={yes|no} ポストスクリプトファイルを作成しないときには、no を指定します。既定値は yes で
 指定がなければ、ポストスクリプトファイルが作成されます。

-data={yes|no} 層分割や原子分割の状態密度データから eps ファイルを作成するのではなく個別のファイルに出力するときには yes を指定します。

9.5 k 点ファイル生成ツール band_kpoint.pl

バンド構造図を描くには、対称線に沿った**k**点の列を生成し、その各**k**点での固有エネルギーを `ekcal` で計算します。`ekcal` は**k**点のデータが書き込まれたファイル `kpoint.data` を読み込み各**k**点での固有エネルギーを計算します。その**k**点のファイルの生成を支援するプログラムが `band_kpoint.pl` です。`band_kpoint.pl` の入力ファイルの記述形式は以下の様になっています。

```
dkv
b1x b2x b3x
b1y b2y b3y
b1z b2z b3z
n1 n2 n3 nd # Symbol
...
```

`dkv` が**k**点の間隔, `b1x,b1y,b1z` は逆格子ベクトル \mathbf{b}_1 の x,y,z 成分。逆格子ベクトル $\mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ についても同様です。五行目以降に特殊**k**点とそのシンボルの指定をします。シンボルの指定は必須ではありませんが、指定がある場合、バンド構造図作成の際に利用されます。整数 n_1, n_2, n_3, n_d を用いて **k**ベクトルを

$$\mathbf{k} = \frac{n_1}{n_d} \mathbf{b}_1 + \frac{n_2}{n_d} \mathbf{b}_2 + \frac{n_3}{n_d} \mathbf{b}_3$$

のように指定します。シンボルは#の後に書いてください。面心立方格子の場合の例を示します。

```
0.02 <---- k点の間隔
-1.0 1.0 1.0
1.0 -1.0 1.0 <---- 逆格子ベクトル
1.0 1.0 -1.0
0 1 1 2 # X <---- n1 n2 n3 nd # Symbol
0 0 0 1 # {/Symbol G}
1 1 1 2 # L
5 2 5 8 # U
1 0 1 2 # X
```

これと同じものがディレクトリ `example` にあるので、それをコピーして `band_kpoint.pl` を実行してみましょう。

```
$ cd PHASE_INST_DIR/samples/tools/work
$ cp ../example/bandkpt_fcc_xglux.in .
$ band_kpoint.pl bandkpt_fcc_xglux.in > output
```

こうすると `kpoint.data` が生成されます。これがバンド構造計算用の**k**点のファイルです。この**k**点のファイルを入力に加えて、`ekcal` で**k**点での固有エネルギーを計算してください。

9.6 バンド構造図作成ツール band.pl

9.6.1 band.pl の実行

band.pl でバンド構造図を描くことができます。PHASE/0 の ekcal の出力 nfenergy.data と band_kpoint.pl の入力ファイルが band.pl の入力になります。前節の入力例で生成した kpoint.data を入力とし、ekcal で固有エネルギー計算を行い、結果得られた固有エネルギーファイル nfenergy.data がディレクトリ example にあります。このファイルを使ってバンド構造図を描いてみましょう。example にある nfenergy.data と bandkpt_fcc_xglux.in を work にコピーし、それらを入力として band.pl を実行します。

```
$ cd PHASE_INST_DIR/samples/tools/work
```

```
$ cp ../example/nfenergy.data .
```

```
$ cp ../example/bandkpt_fcc_xglux.in .
```

```
$ band.pl nfenergy.data bandkpt_fcc_xglux.in -erange=-13,5 -color
```

こうすると、EPS ファイル band_structure.eps が生成されます。このファイルをご覧になるには、ghostview や gv などのソフトウェアが必要です。

```
$ ghostview band_structure.eps
```

または

```
$ gv band_structure.eps
```

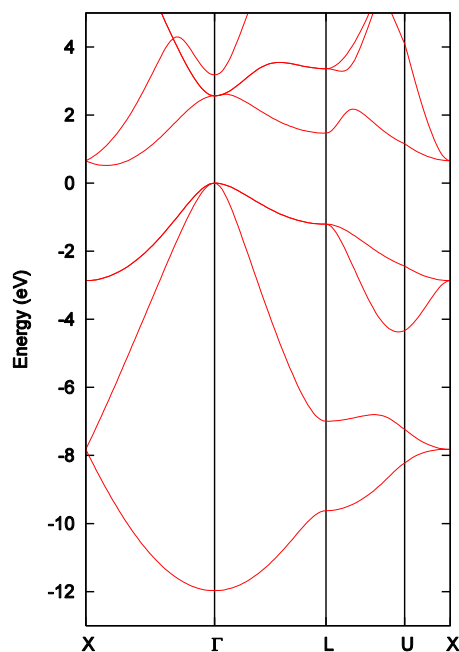


図 9.2 バルク Si のバンド構造図

band.pl を実行するときに付加した -erange は表示するエネルギーの範囲を制御するオプション、-color はカラー出力を行うオプションです。

9.6.2 band.pl のオプション

なにも付加せずに band.pl を実行すると利用方法が表示されます。

```
$ band.pl
```

```
Usage: band.pl EnergyDataFile KpointFile -erange=Emin,Emax  
-einc=dE -ptype={solid circles|lines} -with fermi
```

-width=SIZE -color

KpointFile の後が作図を制御するオプションです。

| | |
|--------------------|--|
| -erange=Emin, Emax | 表示するエネルギーの範囲を eV 単位で指定する。 たとえば, -10 eV から 5 eV まで表示したい場合は, -erange=-10,5 とします。 |
| -einc=dE | 目盛りの間隔を指定する。 たとえば 2eV 間隔に目盛りをふりたいなら, -einc=2 とします。 |
| -ptype=TYPE | 描画種を選択する。 -ptype=solid_circles : 黒く塗りつぶされた円で表示する。 -ptype=lines : 直線でつなぐ(デフォルト)。 |
| -with_fermi | デフォルトでは描かないフェルミレベルまたは価電子帯上端のエネルギーレベルを描く。金属ではフェルミレベルを表示し, 絶縁体・半導体であれば価電子帯上端のエネルギーレベルを表示します。 |
| -width=SIZE | 図の幅のデフォルト値は 0.5 であるが, その値を変更したい場合はこのオプションを使う。たとえば, 0.3 に変更したい場合は -width=0.3 とします。 |
| -color | グラフをカラー表示する。 |

9.7 原子構造の拡張 trajectory 形式への変換ツール dym2tr2.pl

Perl スクリプト `dym2tr2.pl` は、構造最適化、分子動力学法計算のデータ(`nfdym.data`)を拡張 trajectory 形式に変換します。

ツール `dym2tr2.pl` を以下のように実行します。

```
$ dym2tr2.pl nfdym.data
```

このようにすると、`dym.tr2` というファイルと `grid.mol2` というファイルが生成されます。前者は原子の座標などが記述されたファイルであり、後者是对応するセルの情報などが記述されたファイルです。

FCC のプリミティブセルに Si が二原子入った非平衡状態を初期構造とし、構造最適化した結果を拡張 trajectory 形式に変換し、可視化した例です。

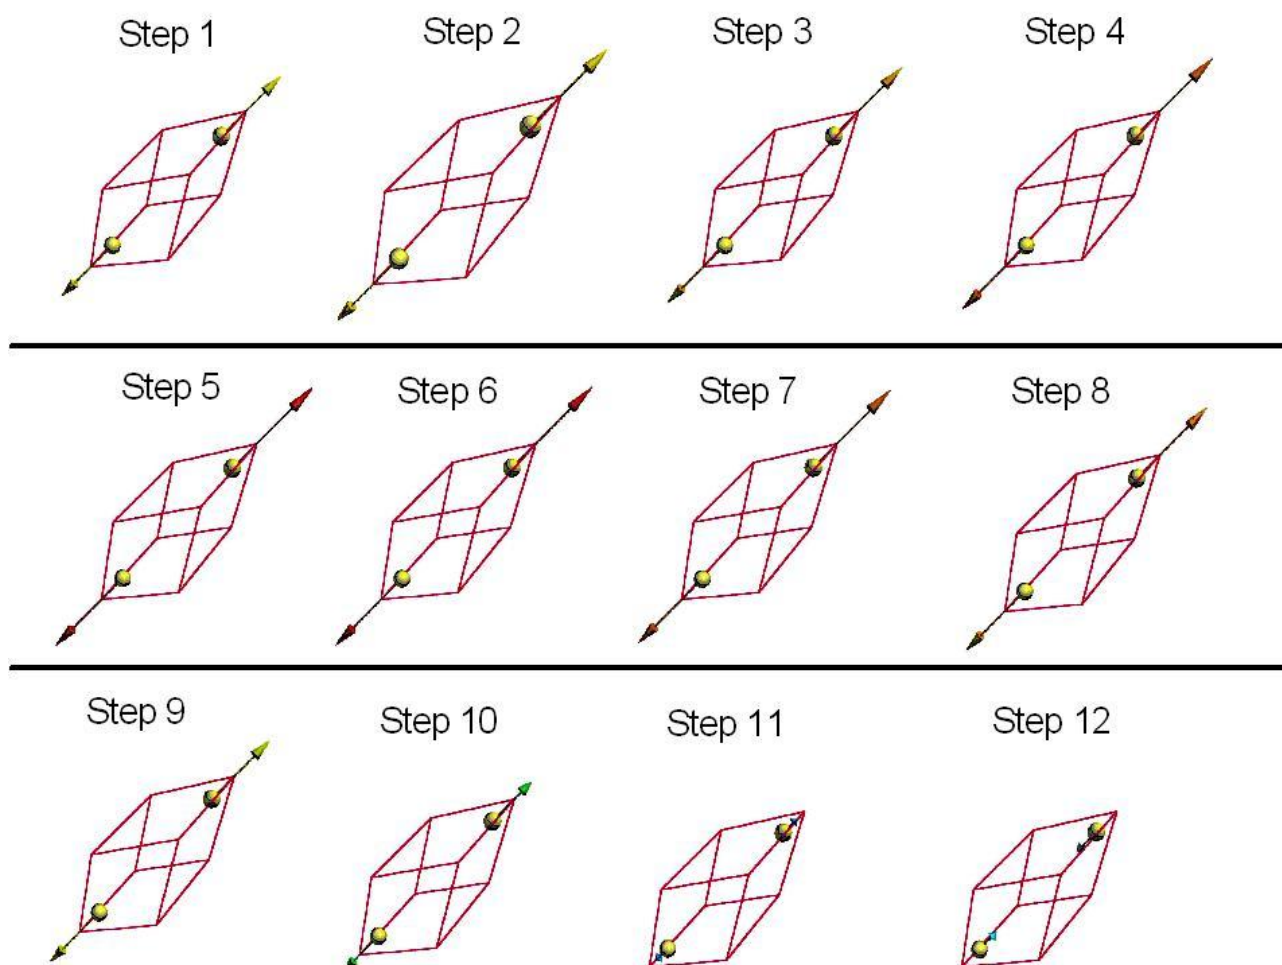


図 9.3 バルク Si の構造最適化過程の可視化例

図 9.3 の矢印は原子に作用する力を表しています。力が極大になったあとは、原子座標の更新が進む毎に原子に作用する力が小さくなり、原子構造が最適化されていく様子が分かります。図 9.3 ではプリミティブセルで表示されますが、以下のような `control.inp` というファイルを作成すれば、原点の移動やセルの変更ができます。

```
origin 1.2825 1.2825 1.2825
vector1 10.26 0 0
vector2 0 10.26 0
vector3 0 0 10.26
```


この control.inp を使用して dym2tr2.pl で dym.tr2 を作成すると原点が(1.2825,1.2825,1.2825) bohr に移り、セルのベクトルが(10.26,0,0), (0,10.26,0), (0,0,10.26) bohr になります。以下のようにして、dym.tr2 を作成します。

```
$ dym2tr2.pl nfdym.data control.inp
```

ブラベーセルで構造最適化過程の step 10 を図示したのが、図 9.4 です。

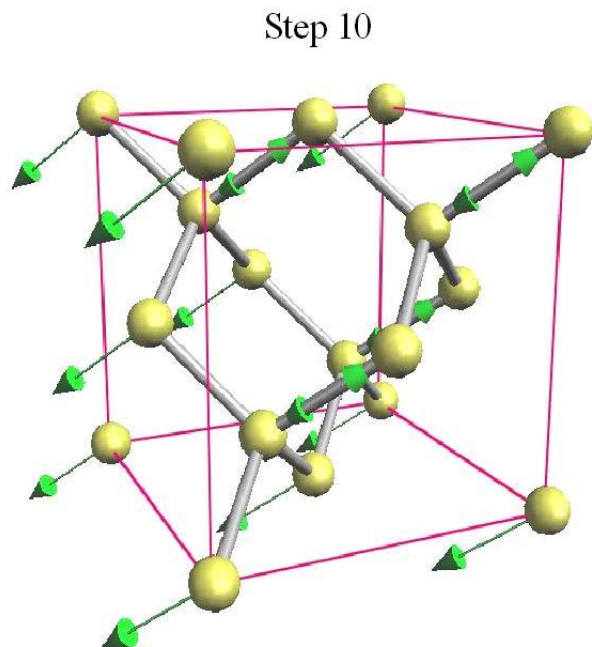


図 9.4 ブラベーセルで表したバルク Si の構造最適化過程(step 10)

9.8 振動数レベル図作成ツール freq.pl

PHASE の振動解析機能を使用すると、結晶の基準振動モードの振動数と固有ベクトルが得られます。振動解析の結果は、ファイル mode.data に出力されます。Perl スクリプト freq.pl は、mode.data から振動数のデータを取り出し 振動数レベル図を作成します。freq.pl 実行すると、EPS 形式の画像ファイル freq.eps が出力されます。

```
$ freq.pl [options] mode.data
```

バルク Si の振動数解析結果の振動数のレベル図を図 9.5 に示します。

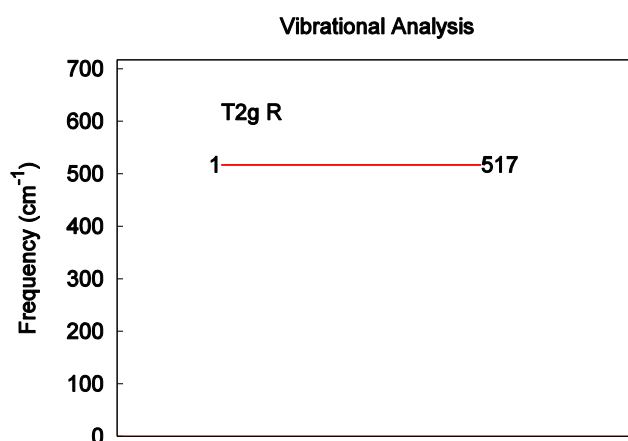


図 9.5 バルク Si の振動数レベル図

振動数レベルを表す横棒は既約表現ごとに列にまとめて分類され、その各列の上には既約表現の名称と活性を表す記号(IR,R,IR&R,NON)が表示されます。IR は赤外活性を表し、R はラマン活性を表します。IR&R は赤外活性とラマン活性があることを示します。NON はサイレントモードであることを示しています。作成された振動数レベル図では、横線の右側には振動数が cm⁻¹ 単位で表示されます。既約表現ごとに振動数の低い順に番号付けされ、横線の左側に表示されます。

9.8.1 freq.pl のオプション

なにも付加せずに freq.pl を実行すると利用方法が表示されます。

```
$ freq.pl
```

```
*** A visualization program for vibrational frequencies ***
Usage: freq.pl [-width=W] [-height=H] [-nrep=N] {-solid|-mol|-ignored_modes=LIST}
mode.data
```

freq.pl のオプションです。

| | |
|-----------|---|
| -width=W | 図の幅のデフォルト値は 1 であるが、その値を変更したい場合はこのオプションを使う。 たとえば、0.3 に変更したい場合は -width=0.3 とします。 |
| -height=H | 図の幅のデフォルト値は 1 であるが、その値を変更したい場合はこのオプションを使う。 |

| | |
|---------------------|--|
| | たとえば, 2.5 に変更したい場合は -height=2.5 とします。 |
| -nrep=N | 一つの図に表示する既約表現の数。振動モードの既約表現がこの数よりも多いときには, 複数の EPS ファイルが作成されます。 |
| -solid | 固体の場合に並進を非表示にするオプション。 これはデフォルトで設定されています。 |
| -mol | 分子の場合に回転と並進を非表示にするオプション。 |
| -ignored_modes=LIST | LIST のところにコンマで区切って並べた番号のモードは表示されなくなります。 たとえば, -ignored_modes=1,2,3 とすると 1,2,3 番のモードは表示されなくなります。 |

9.9 基準振動の軌跡の拡張 trajectory 形式ファイル変換ツール animate.pl

Perl スクリプト `animate.pl` は、`mode.data` に出力されている振動モードの固有ベクトルのデータを読み込み、基準振動の軌跡を拡張 trajectory 形式ファイルに変換します。

`control.inp` というファイルを用意すると、原点の移動とセルベクトルの変更ができます。

`control.inp` の例です。

```
origin 1.27189 1.27189 1.27189
vector1 10.17512 0 0
vector2 0 10.17512 0
vector3 0 0 10.17512
```

この例では、ブラベーセルで表示するために、原点を(1.27189, 1.27189, 1.27189) bohr に移し、セルベクトルを(10.17512, 0, 0), (0, 10.17512, 0), (0, 0, 10.17512) bohr に変更します。

`animate.pl` を以下のように実行します。

```
$ animate.pl mode.data control.inp
```

各振動モードごとの拡張 trajectory 形式ファイル `mode_1.tr2`, `mode_2.tr2`, ..., `mode_6.tr2` というファイルと `grid.mol2` というファイルが作成されます。拡張 trajectory 形式のファイルは振動モードの数だけ出力されます。

バルク Si の振動解析の 6 番目の基準振動の固有ベクトル `mode_6.tr2` を可視化した図を図 9.6 に示します。

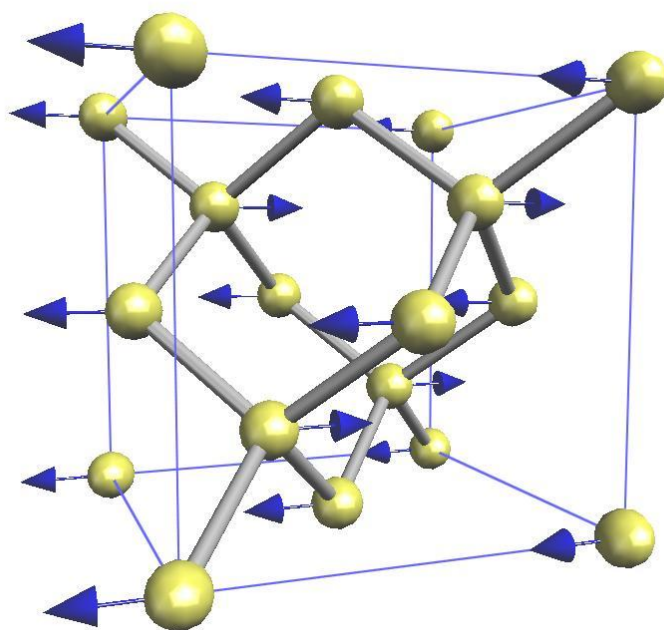


図 9.6 バルク Si の基準振動の固有ベクトル

10. 入出力ファイル

10.1 入力ファイル

10.1.1 入力パラメータファイル nfinp.data

10.1.2 擬ポテンシャルファイル

擬ポテンシャルファイルのフォーマットについて説明します。

例として、Si 原子の擬ポテンシャルの最初の部分を以下に示します。

```
14 4 3 0 2 : zatom, ival, iloc, itpcc
ldapw91 : name
2.160000 0.860000 1.605400 -0.605400 : alp, cc
1501 96.000000 60.000000 : nmesh, xh, rmax
VALL
-0.14250064037552332E+07 -0.14102392478975291E+07 -0.13956251181755565E+07
-0.13811624288404209E+07 -0.13668496105922471E+07 -0.13526851103651347E+07
-0.13386673911985729E+07 -0.13247949320589846E+07 -0.13110662276746516E+07
-0.12974797883723934E+07 -0.12840341399159116E+07 -0.12707278233458301E+07
-0.12575593948213934E+07 -0.12445274254637859E+07 -0.12316305012010917E+07
-0.12188672226148657E+07 -0.12062362047882713E+07 -0.11937360771558125E+07
-0.11813654833546225E+07 -0.11691230810772763E+07 -0.11570075419261454E+07
-0.11450175512692606E+07 -0.11331518080976552E+07 -0.11214090248841981E+07
-0.11097879274438950E+07 -0.10982872547956155E+07 -0.10869057590252746E+07
-0.10756422051504281E+07 -0.10644953709862572E+07 -0.10534640470129563E+07
-0.10425470362444966E+07 -0.10317431540987322E+07 -0.10210512282688706E+07
-0.10104700985962711E+07 -0.99999861694454885E+06 -0.98963564707499891E+06
.....
.....
.....
```

擬ポテンシャルを格納したファイルの最初の複数の連続した行には、# で始まるコメント文を記入することができます。もしコメント文を書き入れると、PHASE を走らせたときに、標準出力 (output000) に、そのコメント文が出力されます。

プログラム PHASE に擬ポテンシャルデータを読み込ませるには、その最初の 4 行 (コメント文がある場合には、コメント文以降の 4 行目まで) に、以下のパラメーターの値が指定されている必要があります。

1 行目 natomn, ival, iloc, itpcc, igncpp

これらの変数は、それぞれ、原子番号 Z 、価電子の数 Z_v 、局在軌道の方位量子数 l_{loc} に 1 を加えた値、コアチャージ補正の有(=1)無(=0)、擬ポテンシャルデータの形式 GNCPP1(=1)、GNCPP2(=2)の指定に使われます。

2 行目 xctype

交換相関相互エネルギーの型を指定します。選択できるのは、LDAPW91, GGAPBE の何れかです。

3 行目 alp1, alp2, cc1, cc2

これらのパラメーターを $\alpha_1, \alpha_2, c_1, c_2$ と書くと、PHASE の中では、コア部分の擬ポテンシャルを

$$V_{core} = -\frac{Z_v}{r} \{c_1 \operatorname{erf}(\sqrt{\alpha_1} r) + c_2 \operatorname{erf}(\sqrt{\alpha_2} r)\}$$

という式で近似して計算します。ただし、 $\operatorname{erf}(\cdot)$ はガウスの誤差関数です。また、2つの係数 c_1 と c_2 の間には $c_1 + c_2 = 1$ の関係があります。

4行目 `nmesh, xh, rmax`

動径方向のメッシュを

$$r_i = r_{max} \exp((i - N_{mesh})/x_h) \quad (i = 1, \dots, N_{mesh})$$

の式にしたがって生成します。ただし、 N_{mesh} は動径方向のメッシュの数を表します。

価電子4個を持つ原子番号14のSi原子の、LDAPW91法による擬ポテンシャルであることが、これらの行から分かります。

5行目(コメント文がある場合には6行目)に書かれている `VALL` というのは、`PHASE` のプログラム内で擬ポテンシャルのチェック用に使われる記号です。

その次の行からが擬ポテンシャルの実際のデータです。このデータの最初のブロックは、遮蔽された全電子ポテンシャル (screened All Electron potential, $V_{scr}^{AE}(r)$) に関するもので、そのデータ形式は、

```
do ir = 1, nmesh
  VscrAE(ir)
end do
```

という形になっています。

第2のブロックは、遮蔽された局所ポテンシャル (screened local potential, $V_{scr,iloc}^{PP}(r,l)$) に関するものです。

$V_{scr}^{AE}(r)$ 同様、そのデータ形式は、

```
do ir = 1, nmesh
  Vscr,ilocPP(ir, iloc)
end do
```

となります。

第3のブロックは、価電子の電荷密度 (valence charge density, $n_v(r)$) に、球面の面積 $4\pi r^2$ をかけたものです。これを $\rho_v(r)$ とすると ($\rho_v(r) = 4\pi r^2 n_v(r)$)、そのデータは、

```
do ir = 1, nmesh
  ρv(r)
end do
```

と書かれています。

これらの3ブロックの記述が終った後に、軌道別に擬波動関数と擬ポテンシャルのデータが出力されます。その形式は、ノルム保存の場合とウルトラソフトの場合で全く異なります。

詳しくは、`CIAO` のユーザーマニュアルをご参照ください。

10.2 入出力ファイル設定ファイル file_name.data

10.3 入力ファイル (プログラム ekcal)

10.3.1 サンプリングk点ファイル kpoint.data (F_KPOINT)

主として, ekcal によるバンド計算を行う際に利用するファイルです. 計算すべきk点の情報が記述してあります. k点サンプリングの方法として“file”を指定した場合必須のファイルとなります. ただし, このファイルは 通常は band_kpoint.pl スクリプト(第?節)などから作成します. 直接エディターなどで 作成する機会は多くないと思われませんが, 以下参考のため記述します.

F_KPOINT ファイルは, 典型的には次のようになります.

```
141 141          (a)
0 50 50 100 1   (b)
0 49 49 100 1
0 48 48 100 1
0 47 47 100 1
0 46 46 100 1
0 45 45 100 1
0 44 44 100 1
0 43 43 100 1
.....
.....
.....
```

(a) k点の個数を指定します. 今の場合, 141 個となります.

(b) 4 つの整数が並んでいますが, それぞれk点を(9)式のように定義した場合の n_1, n_2, n_3, n_d, w になります(ここで $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ は逆格子ベクトルです).

$$\vec{k} = w \times \left(\frac{n_1}{n_d} \vec{b}_1 + \frac{n_2}{n_d} \vec{b}_2 + \frac{n_3}{n_d} \vec{b}_3 \right)$$

10.4 出力ファイル

10.4.1 状態密度ファイル dos.data (F_DOS)

F_DOS 識別子によって指定されるファイルには、状態密度の計算結果が記入されます。既定のファイル名は dos.data です。

ファイルフォーマットとしては、まず、スピンを考慮していない計算では全状態密度のデータが次のように記述されます。

| No. | E (hr.) | dos (hr.) | E (eV) | dos (eV) | sum |
|-------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 6 | -0.20528 | 0.0000000000 | -11.949000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| 16 | -0.20491 | 0.0000000000 | -11.939000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| 26 | -0.20455 | 0.0000000000 | -11.929000 | 0.0000000000 | 0.0000000000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| END | | | | | |

ここで No.の列は状態に割り振られた番号、E(hr.)はハートリー単位のエネルギー、dos(hr.)はハートリー単位でエネルギーを表した場合の状態密度、E(eV)は電子ボルト単位でのエネルギー、dos(eV)は電子ボルト単位でエネルギーを表した場合の状態密度、sum は積算状態密度にそれぞれ対応します。他方、スピンを考慮した計算の場合以下のようになります。

| No. | E (hr.) | dos_up (hr.) | dos_down (hr.) | E (eV) | dos_up (eV) | dos_down (eV) |
|-----|---------|--------------|----------------|----------|--------------|---------------|
| 1 | -1.5451 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -45.4403 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
| 000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 11 | -1.5441 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -45.4131 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
| 000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 21 | -1.5431 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -45.3859 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
| 000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 31 | -1.5421 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -45.3587 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
| 000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 41 | -1.5411 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -45.3315 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
| 000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |
| 51 | -1.5401 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | -45.3043 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
| 000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | |

dos_up, dos_down はそれぞれアップスピンとダウンスピンの状態密度、sum_up と sum_down はそれぞれアップスピンとダウンスピンの 積算状態密度に相当します。sum_total は sum_up と sum_down の和です。

原子分割局所状態密度、層分割局所状態密度を計算した場合、さらにこの後にどのような状態密度かを表す識別用の行の後に対応するデータが記述されます。なお、スピンを考慮した計算としない計算の違いは全状態密度の場合と同様なので以後省略します。

- 原子分割状態密度

原子分割状態密度の場合、次のような記述が得られます。

| | | | | | |
|-------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| ALDOS | num_atom = | 1 | | | |
| No. | E (hr.) | dos (hr.) | E (eV) | dos (eV) | sum |
| 6 | -0.84950 | 0.0000000000 | -26.189850 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
| 000 | | | | | |
| 16 | -0.84850 | 0.0000000002 | -26.162639 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
| 000 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| END | | | | | |
| ALDOS | num_atom = | 2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

原子分割状態密度はALDOSという文字列から始まる行以降からEND行まで記述されます。ALDOSの次に記述されている、num_atoms = 1 などの情報は、対応する原子のインデックスです。このインデックスは入力ファイルにて指定した原子の順番と同じとなります。

- 層分割局所状態密度

層分割局所状態密度の場合次のような記述が得られます。

| LAYERDOS num_layer = 1 | | | | | |
|------------------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|
| No. | E (hr.) | dos (hr.) | E (eV) | dos (eV) | sum |
| 6 | -0.84950 | 0.0000000000 | -26.189850 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
| 000 | | | | | |
| 16 | -0.84850 | 0.0000000002 | -26.162639 | 0.0000000000 | 0.00000000 |
| 000 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| END | | | | | |
| LAYERDOS num_layer = 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

基本的には原子分割局所状態密度と同等ですが、識別子名がLAYERDOSとなっていること、num_layerで入力ファイルにて指定した層番号が記述されること、などの違いがあります。

10.4.2 エネルギー履歴ファイル nfefn.data (F_ENF)

F_ENF 識別子によって指定されるファイルには、系の全エネルギーや原子に働く力の最大値、さらに分子動力学シミュレーションを行った場合はイオンの運動エネルギーや保存量なども記述されます。構造緩和を行った場合と分子動力学シミュレーションを行った場合とで 出力内容が異なるので、それぞれについて説明します。

● 構造緩和計算

典型的な構造緩和を行った後の F_ENF ファイルの例を示します。

| iter_ion | iter_total | etotal | forcmx |
|----------|------------|-----------------|--------------|
| 1 | 24 | -108.4397629733 | 0.0086160410 |
| 2 | 40 | -108.4401764388 | 0.0076051917 |
| 3 | 56 | -108.4405310817 | 0.0068758156 |
| 4 | 73 | -108.4410640011 | 0.0065717365 |
| 5 | 94 | -108.4414256084 | 0.0099533097 |
| 6 | 113 | -108.4414317178 | 0.0094159378 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

各列は各々次のような量に対応します。

| | |
|------------|---|
| iter_ion | イオンの更新回数です。 |
| iter_total | SCF ループの更新回数です。この数字は通算の値が記述されます。 |
| etotal | 全エネルギーを、ハートリー単位で出力します。 |
| forcmx | 原子に働く力の最大値を原子単位(hartree/bohr ³) で記述します。この値が入力ファイルにて与えた構造緩和の収束判定を満たすまで計算は実行されます。 |

● 分子動力学法計算

分子動力学法計算の場合、下記のようになります。

| iter_ion | iter_total | etotal | ekina | econst | forcmx |
|----------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 18 | -7.8953179624 | 0.0000000000 | -7.8953179624 | 0.0186964345 |
| 2 | 30 | -7.8953851218 | 0.0000665502 | -7.8953185716 | 0.0183575425 |
| 3 | 43 | -7.8955768901 | 0.0002565396 | -7.8953203505 | 0.0173392067 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

構造緩和の場合とほぼ同様ですが、新たな列が追加されます。

| | |
|--------|---|
| ekina | 系の運動エネルギー、 |
| econst | 系の保存量、すなわちエネルギー一定の分子動力学シミュレーションの場合系の全エネルギー、温度一定の分子動力学シミュレーションの場合系の全エネルギーに熱浴のエネルギーを加えた量です。 |

● 格子最適化計算

格子の最適化を行った場合、下記のようになります。

| iter_unitcell | iter_ion | iter_total | etotal | forcmx | stressmx |
|---------------|----------|------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1 | 1 | 25 | -181.4043211381 | 0.0019960638 | |
| 1 | 2 | 33 | -181.4043560304 | 0.0004826299 | |
| 1 | 3 | 40 | -181.4043582176 | 0.0000016495 | 0.0002327496 |
| 2 | 1 | 49 | -181.4044223602 | 0.0000572790 | 0.0002273231 |
| 3 | 1 | 58 | -181.4044833189 | 0.0001158383 | 0.0002220365 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

通常の構造最適化のケースに加え，以下の列が加えられます。

| | |
|---------------|--------------|
| iter_unitcell | 格子の更新回数 |
| stressmx | ストレステンソルの最大値 |

10.4.3 原子座標履歴ファイル nfdynm.data (F_DYNAM)

F_DYNAM 識別子によって指定されるファイルには、各原子の座標とそれに働く力が記述されます。構造緩和や分子動力学シミュレーションを行った場合はイオンの更新の回数分だけデータが書き込まれます。典型的な F_DYNAM ファイルの中身を以下に記述します。なお、このファイルにおいて利用される単位系はすべて原子単位系です。

```
#
# a_vector =          9.2863024980          0.0000000000          0.0000000000
# b_vector =         -4.6431512490          8.0421738710          0.0000000000      (a)
# c_vector =          0.0000000000          0.0000000000          10.2158587136
# ntyp =           2 natm =           9      (b)
# (natm->type)      1  1  1  1  1  1  2  2  2      (c)
# (speciesname)    1 :  O      (d)
# (speciesname)    2 :  Si
#
cps and forc at (iter_ion, iter_total = 1 24 )      (e)
 1  3.161057370  1.169332082  1.214972077  -0.004058  -0.005565  -0.004966      (f)
 2  6.693102525  2.152889944  4.620258315  0.006945  -0.001028  -0.004994
 3  4.075293851  4.719951845  8.025544553  -0.002872  0.006394  -0.004796
 4  -1.482093879  6.872841789  5.595600399  -0.004362  0.005502  0.004993
 5  -0.567857398  3.322222026  9.000886637  -0.002792  -0.006296  0.004965
 6  2.049951276  5.889283925  2.190314161  0.006974  0.000708  0.004795
 7  4.921740324  0.000000000  3.405282833  0.001436  0.000122  0.000068
 8  -2.460870162  4.262352150  6.810569070  -0.000612  0.001305  -0.000066
 9  2.182281087  3.779821719  10.215855308  -0.000660  -0.001143  0.000001
cps and forc at (iter_ion, iter_total = 2 40 )
 1  3.156999743  1.163767576  1.210005993  -0.002904  -0.005755  -0.003892
 2  6.700048015  2.151861938  4.615264365  0.006567  0.000186  -0.003832
 3  4.072421499  4.726345880  8.020748072  -0.003503  0.005487  -0.003829
 4  -1.486455954  6.878343743  5.600593135  -0.003122  0.005780  0.003831
 5  -0.570648922  3.315925959  9.005851266  -0.003532  -0.005392  0.003892
 6  2.056925355  5.889992076  2.195109289  0.006503  -0.000290  0.003828
 7  4.923176344  0.000121757  3.405351146  0.000397  -0.000013  0.000018
 8  -2.461482612  4.263656762  6.810503226  -0.000210  0.000337  -0.000017
 9  2.181621403  3.778679157  10.215856638  -0.000197  -0.000341  0.000000
.....
.....
.....
.....
.....
```

- (a) セルベクトルが書かれています。a_vector, b_vector, c_vector にそれぞれ a 軸, b 軸, c 軸のベクトルが記述されています。
- (b) ntyp = の後には使用されている原子種の数記述されています。この例では 2 です。また、natm = の後には原子数が書かれています。この例では 9 です。
- (c) (natom->type) の後には、原子と原子種のマッピングが書かれています。この例だと、1 番目から 6 番目の原子の原子種は 1, 7 番目から 9 番目の原子種は 2 という元素に対応します。
- (d) (speciesname) の後には、原子種と ID のマッピングが書かれています。この例では、1 という原子種は O(酸素), 2 という原子種は Si(珪素) に相当する、ということになります。
- (e) 各ステップでの情報が記述されています。この例では、イオンの更新回数が 1 回、SCF の更新回数が 24 回となります。
- (f) 実際の原子の場所とその原子に働いている力が記述されています。1 番目の列は原子の ID, 2 番目から 4 番目の列が原子の場所の x,y,z 座標, 5 番目から 6 番目の列が原子に働く力の x,y,z 座標となります。もし、入力ファイルにおいて printlevel ブロックの velocity 変数を 2 に設定していた場合、7 番目から 9 番目の列に速度が原子単位で出力されます。

10.4.4 電荷密度ファイル nfchr.cube (F_CHR)

F_CHR ファイルには実空間における電荷密度のデータが記述されます。ただし、ここでは PHASE のデフォルトの出力ではなく、file_type として cube をご指定いただいた場合に得られる Gaussian Cube 形式のファイルについて説明します。PHASE デフォルトの出力を可視化することはできません。なるべく Gaussian Cube 形式のファイルをご利用いただくことをお勧めします。

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|
| This is a title line for the bulk Si | | | | | | (a) | |
| SCF Total Density | | | | | | | |
| 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | | | (b) | |
| 20 | 0.513000 | 0.000000 | 0.000000 | | | (c) | |
| 20 | 0.000000 | 0.513000 | 0.000000 | | | | |
| 20 | 0.000000 | 0.000000 | 0.513000 | | | | |
| 14 | 4.000000 | 1.282500 | 1.282500 | 1.282500 | | | (d) |
| 14 | 4.000000 | 8.977500 | 8.977500 | 8.977500 | | | |
| 14 | 4.000000 | 1.282500 | 6.412500 | 6.412500 | | | |
| 14 | 4.000000 | 8.977500 | 3.847500 | 3.847500 | | | |
| 14 | 4.000000 | 6.412500 | 1.282500 | 6.412500 | | | |
| 14 | 4.000000 | 3.847500 | 8.977500 | 3.847500 | | | |
| 14 | 4.000000 | 6.412500 | 6.412500 | 1.282500 | | | |
| 14 | 4.000000 | 3.847500 | 3.847500 | 8.977500 | | | |
| 0.87897E-01 | 0.80457E-01 | 0.63811E-01 | 0.47743E-01 | 0.35993E-01 | 0.26628E-01 | (e) | |
| 0.18342E-01 | 0.12084E-01 | 0.83725E-02 | 0.65941E-02 | 0.60774E-02 | 0.65941E-02 | | |
| 0.83725E-02 | 0.12084E-01 | 0.18342E-01 | 0.26628E-01 | 0.35993E-01 | 0.47743E-01 | | |
| 0.63811E-01 | 0.80457E-01 | 0.80457E-01 | 0.76575E-01 | 0.63379E-01 | 0.51118E-01 | | |
| 0.43367E-01 | 0.35993E-01 | 0.26413E-01 | 0.17302E-01 | 0.11265E-01 | 0.80672E-02 | | |
| 0.65941E-02 | 0.62411E-02 | 0.68963E-02 | 0.88010E-02 | 0.12493E-01 | 0.18342E-01 | | |
| 0.26413E-01 | 0.37600E-01 | 0.53180E-01 | 0.70418E-01 | 0.63811E-01 | 0.63379E-01 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- (a) タイトルやコメント領域です。一行目は入力ファイルからご指定いただくこともできます。
- (b) 8は原子の個数，“0.0000 0.0000 0.0000”は原点です。原点は、PHASE では常に(0,0,0)です。
- (c) セルの情報が与えられています。たとえば，“20 0.513000 0.000000 0.000000”とある場合、一つ目の軸を 20 分割し、一分割の単位は 0.513,0.00,0.00 であることを意味します。長さの単位は Bohr です。
- (d) 一つ目の数字は原子番号です。今の例では 14 なので、シリコンであることが分かります。次の 4.00000 という数字は、価電子数です。その隣の三つの数字は対応する原子の x,y,z 座標です。単位は Bohr です。
- (e) 実際の電荷密度の情報が書き出されています。まず z 座標、次に y 座標、最後に x 座標が変化するような順で出力されます。
- ```
(1,1,1) (1,1,2) (1,1,20) (1,2,1) (1,2,2)
..... (1,20,20) (2,1,1)
(20,20,19) (20,20,20)
```

### 10.4.5 継続計算用ファイル continue.data (F\_CNTN)

このファイルには、変更する可能性のある継続計算用のデータが記述されています。たとえば、継続計算を行う際に電子状態の収束判定を変更したい場合や、すでに収束した計算を再度継続して計算したい場合などはこのファイルを編集する必要があります。その内容は、たとえば以下ようになります。

|                                                  |                         |                         |  |     |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----|
| iteration, iteration_ionic, iteration_electronic |                         |                         |  | (a) |
| 19                                               | 1                       | 19                      |  |     |
| Ionic System                                     |                         |                         |  |     |
| (natm)                                           |                         |                         |  |     |
| 2                                                |                         |                         |  | (b) |
| (pos)                                            |                         |                         |  |     |
| 0.12499999999999999D+00                          | 0.12500000000000001D+00 | 0.12500000000000001D+00 |  | (c) |
| 0.87499999999999994D+00                          | 0.87499999999999994D+00 | 0.87499999999999994D+00 |  |     |
| (cps)                                            |                         |                         |  |     |
| 0.1282864712563094D+01                           | 0.1282864712563093D+01  | 0.1282864712563093D+01  |  | (d) |
| 0.8980052987941646D+01                           | 0.8980052987941646D+01  | 0.8980052987941646D+01  |  |     |
| (cpd)                                            |                         |                         |  |     |
| 0.0000000000000000D+00                           | 0.0000000000000000D+00  | 0.0000000000000000D+00  |  |     |
| 0.0000000000000000D+00                           | 0.0000000000000000D+00  | 0.0000000000000000D+00  |  |     |
| (cpo( 1))                                        |                         |                         |  |     |
| 0.0000000000000000D+00                           | 0.0000000000000000D+00  | 0.0000000000000000D+00  |  |     |
| 0.0000000000000000D+00                           | 0.0000000000000000D+00  | 0.0000000000000000D+00  |  |     |
| (cpo( 2))                                        |                         |                         |  |     |
| 0.0000000000000000D+00                           | 0.0000000000000000D+00  | 0.0000000000000000D+00  |  |     |
| 0.0000000000000000D+00                           | 0.0000000000000000D+00  | 0.0000000000000000D+00  |  |     |
| (cpo( 3))                                        |                         |                         |  |     |
| 0.0000000000000000D+00                           | 0.0000000000000000D+00  | 0.0000000000000000D+00  |  |     |
| 0.0000000000000000D+00                           | 0.0000000000000000D+00  | 0.0000000000000000D+00  |  |     |
| Total Energy                                     |                         |                         |  |     |
| -0.7851066208137508D+01                          | -0.7851066208137508D+01 |                         |  | (e) |
| isolver                                          |                         |                         |  |     |
| 17                                               |                         |                         |  |     |
| convergence                                      |                         |                         |  |     |
| 2                                                |                         |                         |  | (f) |
| edelta_ontheway                                  |                         |                         |  |     |
| 0.1000000000000000D-07                           |                         |                         |  | (g) |

代表的な項目について説明します。

- (a) 積算した更新回数, イオンの更新回数, SCF 計算の更新回数が出力されます。
- (b) 原子の数が出力されます。
- (c) 原子の座標が, セルベクトルに対する値で出力されます。
- (d) 原子の座標が, 直交座標系で, bohr 単位で出力されます。
- (e) 一つ前のステップと現在のステップの全エネルギーが出力されます。
- (f) 収束状況が出力されます。  
0: 未収束, 1: SCF は収束しているがイオンの更新は未収束, 2: 収束済み  
を意味します。特に 2 の場合で継続計算を行うと, 計算開始と同時にポスト処理に入ります。「一旦は収束したものの, 条件を変更した後に継続計算を行いたい」などの状況においては, この値を 0 としてください。
- (g) SCF の収束判定の値が出力されます。計算途中にて SCF 計算の収束判定を変更する場合, 入力ファイルだけではなくこちらでも変更してください。

## 10.4.6 固有値データファイル nfenergy.data (F\_ENERG)

ekcal による固有値計算の結果が書き込まれるファイルです。典型的な例を以下に記します。

```

num_kpoints = 117 (a)
num_bands = 8 (b)
nspin = 1 (c)
Valence band max = 0.233846 (d)

nk_converged = 117 (e)
ik = 1 (0.500000 0.500000 0.000000)
ik = 2 (0.487805 0.487805 0.000000)
ik = 3 (0.475610 0.475610 0.000000)
ik = 4 (0.463415 0.463415 0.000000)
ik = 5 (0.451220 0.451220 0.000000)
ik = 6 (0.439024 0.439024 0.000000)
...
...
...

=== energy_eigen_values ===
ik = 1 (0.000000 0.500000 0.500000) (f)
 -0.0484324576 -0.0484324576 0.1258094928 0.1258094928 (g)
 0.2619554301 0.2619554301 0.6015285208 0.6015285208
=== energy_eigen_values ===
ik = 2 (0.000000 0.490000 0.490000)
 -0.0540717201 -0.0427149632 0.1258687739 0.1258687739
 0.2607026807 0.2633829927 0.6006243932 0.6006243932


```

- (a)  $k$ 点の数が書いてあります。この例では117個です。
- (b) バンドの数が記述してあります。この例では8です。
- (c) スピン自由度が記述してあります。1か2の値をとります。この例では1であり、スピン分極を考慮しない計算に対応します。
- (d) フェルミエネルギーの値が書いてあります。半導体/絶縁体の場合価電子帯の上端のエネルギーが記述されます。単位はハートリーです。
- (e) 計算した $k$ 点が記述されます。
- (f) 以下、固有値の情報が記述されます。まずこの行で、どの $k$ 点に対応する固有値データかが分かります。この例では、1番目の $k$ で、その座標は逆格子ベクトルを基底として(0,0.5,0.5)となります。
- (g) 固有値のデータが、バンドの数だけ出力されます。単位はハートリーです。

スピンを考慮した計算の場合(上記の(c)が2の場合)もほぼ同様のファイル形式ですが、上記の(e)の隣に“UP”か“DONW”と記述される、という違いがあります。それぞれ多数派スピンと少数派スピンに対応する固有値が書き出されます。

```


=== energy_eigen_values ===
ik = 1 (0.000000 0.000000 0.000000) UP
 -0.1998699758 0.0267639589 0.0267639589 0.0267639589
 0.0725171077 0.0725171077 1.0289118953 1.0289118953
 1.0289118953 1.1650173104 1.1650173104 1.1650173104
 1.2129026022 1.2129026022 1.2994754011 1.2994754011
 1.2994754011 1.6365336765 2.2629596795 2.2629596795
=== energy_eigen_values ===
ik = 2 (0.000000 0.000000 0.000000) DOWN
 -0.1960420390 0.1062941746 0.1062941746 0.1062941746
 0.1799862148 0.1799862148 1.0183970612 1.0183970612
 1.0183970612 1.2174266166 1.2174266166 1.2192701193
 1.2192701193 1.2192701193 1.3289165100 1.3289165100

```

1.3289165100

1.6910264603

2.2876818717

2.2876818717

.....

.....

.....



## 11. 誘電応答解析機能 UVSOR

### 11.1 はじめに

#### 11.1.1 UVSOR とは

UVSOR(Universal Virtual Spectroscope for Optoelectronics Research)は第一原理擬ポテンシャル法に基づいて、物質の誘電・光学応答を原子レベルで計算する機能の総称です。2つのプログラム `epsmain` と `tdlrmain` が含まれます。またプログラム `phase` および `ekcal` にも誘電応答解析機能 UVSOR が含まれています。UVSOR は、プログラム `phase` での SCF 計算結果をもとに、物質の誘電関数を 0Hz～紫外波長域の周波数で計算することができます。誘電関数は、物質の電氣的・光学的性質を決定する重要な物理量で、その測定はエレクトロニクス及び光学における主要な課題です。誘電関数は分光器を用いて測定することができますが、現実の分光器は測定周波数域が限られているので、実験的に誘電関数を決定するには、いろいろな種類の分光器を使い分けます。たとえば、エレクトロニクス分野で興味がある  $10^6$  (Mega)  $10^9$  (Giga)Hz 域での誘電関数を測定するには、その周波数域の電磁波を発生させる RF(Radio Frequency)発振器を使用します。また、光学において興味がある赤外、可視、紫外波長域における誘電関数を測定するには、それぞれの波長域専用の分光器を使用します。

しかし、発振器および分光器の調整はかならずしも容易ではなく、このことが誘電関数の測定を困難にしています。また、 $10^{12}$  (Tera)Hz 域の分光器は、現在良好に動作するものが存在しません。このため、この波長域での誘電関数測定は極めて困難であるのが現状です。

UVSOR はこのような問題を解決する材料シミュレーション・ソフトウェアです。解析可能な波長域が、0Hz～紫外波長域の周波数と極めて広く、エレクトロニクス・光学の分野において興味あるほとんど全ての波長域における誘電関数を第一原理法に基づいて計算することができます。UVSOR は、その名が示すように、一種の"万能仮想分光器"として作用し、電子・光学材料の開発に用いることができます。

図 11.1 は、物質の誘電関数（実部）の周波数依存性を模式的に示しています。

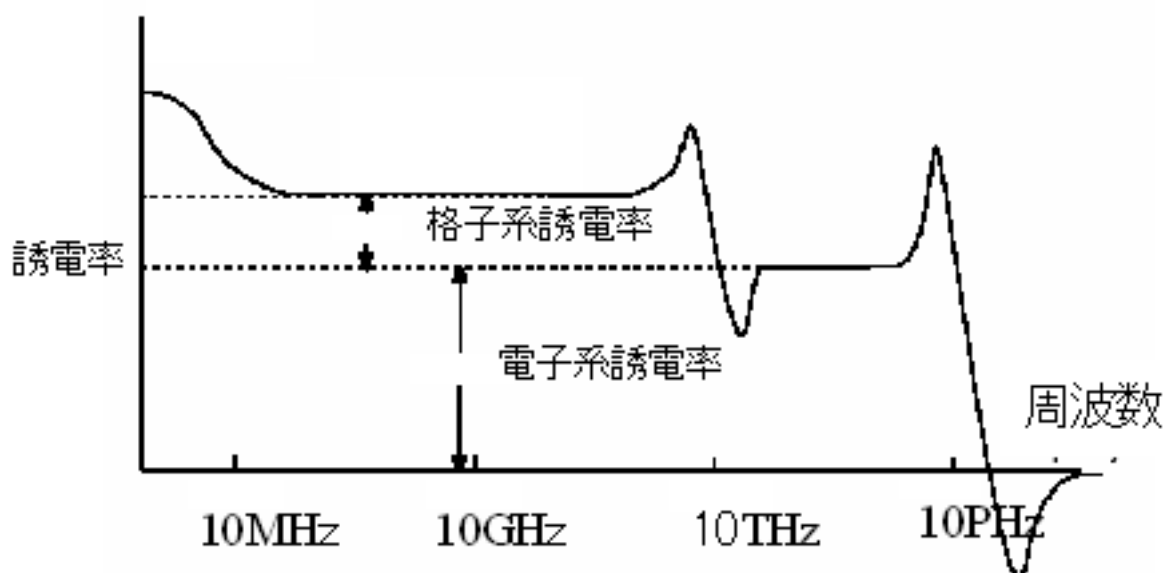


図 11.1 誘電率の誘電分散

物質の誘電率は、近似的に、物質の電子状態に起因する電子誘電率と、格子振動状態に起因する格子系誘電率の和で与えられ、電磁波の周波数が格子振動の周波数よりも低い場合の 10T(Tera)Hz 以下の RF 領域では、全誘電率は電子系及び格子系誘電率の和で与えられます。一方、電磁波の周波数が格子振動の周波数よりも高い場合の 10THz 以上の光学域では、電子系誘電率のみが全誘電率に寄与します。

誘電率計算には、電子系の応答を解析する UVSOR-Epsilon の計算体系と、格子系の応答を解析する UVSOR-Berry-Phonon の計算体系があり、これらの計算体系に従えば、はそれぞれ電子系及び格子系誘電関数を計算することができます。これにより、静的～光学波長域 (0Hz～紫外域) に及ぶ極めて広い周波数帯域での誘電関数を得ることができます。UVSOR は、誘電関数、非線形光学感受率 (2 次及び 3 次)、ならびに電子・正孔の有効質量を計算することができます。UVSOR は一種の仮想分光器として作用し、誘電体材料ならびに光学・レーザー材料の設計に用いることができます。誘電応答解析機能 UVSOR は、高速化・MPI 並列化されています。

### 11.1.2 UVSOR の特徴と機能

UVSOR-Epsilon はプログラム PHASE の SCF 計算結果に基づき、電子バンド構造を計算し、電子系誘電関数の計算を行うプログラムである。その特徴は以下の通りである。

#### UVSOR-Epsilon の特徴と機能

##### 1. PHASE/EKCAL と入力ファイルを共有している

入力は、PHASE/EKCAL の入力ファイルに誘電関数計算用の入力タグを追加した形式となっており、容易に計算を行うことができる。

##### 2. PHASE の計算結果を利用して誘電関数を計算する

PHASE 計算により得られる電子密度より電子バンド構造を求め、電子系誘電関数を計算する。電子バンド構造は、バンド数及び k 点数を任意に変えて誘電関数を計算でき、精度の高い誘電関数計算を行うことができる。

##### 3. 複素誘電関数の計算

乱雑位相近似 (Random Phase Approximation) に基づき誘電関数の虚部を求め、虚部をクラマース・クロニヒ変換することにより誘電関数の実部を計算している。[1]

##### 4. 全電子計算と同じ結果を得ることができる

擬ポテンシャルが遷移モーメントに及ぼす効果[2, 3, 4] を補正することにより、全電子計算と同じ誘電関数を得ることができる。擬ポテンシャルは、CIAO を用いて作成したノルム保存 Troullier-Martin(TM) 型ポテンシャル、及びノルム非保存ウルトラソフト型ポテンシャルを用いることができる。局所ポテンシャルは、TM 型で計算された軌道ポテンシャル、BHS、多項式ポテンシャルを扱うことができる。

遷移モーメント補正法は、Read and Needs(RN) 法[3] あるいは Kageshima-Shiraishi(KS) 法[4] のいずれかを選択できる。ノルム保存型擬ポテンシャルの場合は RN 法あるいは KS 法を、ウルトラソフト型擬ポテンシャルの場合は KS 法を用いて補正を行う。

##### 5. 半導体・絶縁体のほか、金属、磁性材料の取り扱いができる

半導体・絶縁体のほか、金属、磁性材料に対応したリニアテトラヘドロン法[5] 及び gaussian/parabolic smearing 法を実装している。磁性材料の場合、各スピン状態の誘電関数への寄与を解析できる。金属の場合、ドルーデ項を考慮した計算を行うことが可能である。リニアテトラヘドロン計算は、UVSOR 1.00 の場合よりも約 2 倍高速化されている。

##### 6. 光学スペクトルの計算

誘電関数より光学スペクトル (屈折率、吸収係数、反射スペクトル) を計算できる。偏光は直線偏光及び非偏光を取り扱うことができる。

##### 7. 2 次非線形光学感受率の計算

第 2 高調波発生(Second Harmonic Generation(SHG)) 過程の 2 次非線形光学感受率 $\chi^{(2)}(-2\omega; \omega, \omega)$ 及び第 3 高調波発生 (Third Harmonic Generation(THG)) の 3 次非線形光学感受率 $\chi^{(3)}(-3\omega; \omega, \omega, \omega)$ の実部及び虚数を波長依存性を考慮して、全電子計算と同じ精度で計算できる。

##### 8. 有効質量の計算

電子及び正孔の有効質量を計算できる。計算には kp 摂動法を用いている。

##### 9. ユーティリティプログラム

誘電関数、非線形光学感受率計算結果を取り扱うためのユーティリティプログラムを備えている。

##### 10. 並列計算

ソースコードは MPI 並列化されている。

## UWSOR-Berry-Phonon の特徴と機能

### 1. PHASE/EKCAL に組み込まれている。

入力は、PHASE/EKCAL の入力ファイルに Berry 位相計算用および格子誘電率計算用の入力タグを追加した形式となっており、容易に計算を行うことができる。

### 2. ボルン有効電荷の計算

ベリー位相分極理論に基づき結晶の分極の変化を計算して、ボルン有効電荷を計算することができる。

### 3. 格子誘電率の計算

振動解析の結果とボルン有効電荷から格子誘電率を自動的に計算できる。

### 4. 圧電定数の計算

ベリー位相分極理論に基づき結晶の分極の変化を計算して、圧電定数のイオン固定項を計算することができる。振動解析の結果とボルン有効電荷とひずみ-力結合定数から圧電定数の内部ひずみ項を自動的に計算できる。

## 11.1.3 更新履歴

2009 年 6 月以降の更新履歴は下記の通り。

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| バージョン 3.20<br>2009/06 公開 | PHASE ver 8.00 に対応                         |
| バージョン 3.21<br>2010/03 公開 | PHASE ver 8.01 に対応                         |
| バージョン 3.30<br>2010/06 公開 | PHASE ver 9.00 に対応<br>DFT+U を利用した誘電関数計算に対応 |
| バージョン 3.40<br>2011/06 公開 | PHASE ver 10.00 に対応                        |
| バージョン 3.41<br>2011/08 公開 | PHASE ver 10.01 に対応<br>TDDFT 計算機能の実装       |
| バージョン 3.42<br>2012/06 公開 | PHASE ver 11.00 に対応<br>不具合の修正              |
| 2014/04 公開               | PHASE /0 に統合                               |

### 11.1.4 パッケージの構成

本プログラムは、プログラムパッケージ PHASE/0 に統合されている。

|                |                |          |                                                                                                        |
|----------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ディレクトリ         |                |          |                                                                                                        |
| phase0_2015.01 | bin            |          | epsmain, tdlrmain                                                                                      |
|                | samples/uvsol/ |          | 本プログラムの入力例                                                                                             |
|                |                | electron | UVSOR-Epsilon の入力例<br>Si 結晶の入力例<br>Cu<br>銅の入力例<br>AlN<br>窒化アルミニウムの入力例<br>NiO<br>DFT+U 法を利用して誘電関数を計算する例 |
|                |                | lattice  | UVSOR-Berry-Phonon の入力例<br>GaAs<br>GaAs 結晶の入力例<br>AlN<br>窒化アルミニウムの入力例<br>Quartz<br>水晶の入力例              |
|                |                | lr-tddft | TDDFT の入力例<br>C6H6<br>C6H6 分子の計算例<br>SiBulk<br>Si 結晶の計算例                                               |
|                | util           |          | eps_file.f90, nlo_file.f90                                                                             |

計算例題は、samples/uvsol である。

samples/uvsol/electron には UVSOR-Epsilon の入力例、samples/uvsol/lattice には UVSOR-Berry-Phonon の入力例があります。samples/uvsol/lr-tddft には TDDFT の入力例がある。

samples/uvsol/electron には、Si 結晶の入力例、銅 Cu の入力例、窒化アルミニウム AlN の入力例があります。NiO は、DFT+U 法を利用して誘電関数を計算する例である。

各入力例ディレクトリ下位には、UVSOR-Epsilon の実行に必要な電子密度を phase により計算するためのディレクトリ scf、および UVSOR-Epsilon により誘電関数計算を行うためのディレクトリ eps、および擬ポテンシャルファイルを格納するディレクトリ PP が存在する。Si 入力例ディレクトリ下位には、有効質量計算を行うためのディレクトリ mass 及び 3 次非線形光学感受率の計算を行うためのディレクトリ chi3 が存在する。AlN 入力例ディレクトリ下位には、2 次非線形光学感受率計算を行うためのディレクトリ chi2\_p 及び chi2\_t が存在する。chi2\_p は parabolic smearing 計算用、chi2\_t は、リニアテトラヘドロン計算用である。

samples/uvsol/lattice には、GaAs 結晶の入力例、窒化アルミニウム AlN の入力例、水晶 Quartz の入力例がある。各入力例ディレクトリ下位には、ベリー位相を計算するためのディレクトリ berry、および振動解析および格子誘電率計算を行うためのディレクトリ phonon、および擬ポテンシャルファイルを格納するディレクトリ PP が存在する。

samples/uvsol/lr-tddft には、C6H6 分子の計算例、Si 結晶の計算例がある。

## 11.2 計算手法

### 11.2.1 電子系

#### 11.2.1.1 計算手法[1]

電子系誘電率は、誘電体の電子が入射電磁波の電磁場と相互作用し、価電子帯から伝導帯に遷移することに起因する。電子系誘電率は、電磁波が引き起こす電子の遷移確率より求めることができる。本節では、以下電子の遷移確率を求め、電子系誘電率を計算する方法を説明する。

#### 11.2.1.2 遷移確率の計算

電磁波と相互作用している誘電体結晶の1電子ハミルトニアンは(1)式で与えられる。

$$H = \frac{1}{2me}(\mathbf{p} + e\mathbf{A})^2 + V(\mathbf{r}) \quad (1)$$

$m$ は電子の質量、 $e$ は電荷素量、 $\mathbf{p}$ は運動量演算子、 $\mathbf{A}$ は電磁波のベクトルポテンシャル、 $V(\mathbf{r})$ は結晶のポテンシャルである。誘電体と電磁波の相互作用を表す1次の摂動ハミルトニアンは(2)式となる。

$$H_{int} = (e/m)\mathbf{A} \cdot \mathbf{p} \quad (2)$$

電磁波が平面波である場合、ベクトルポテンシャルは次式で与えられる。

$$\mathbf{A} = A_0 \mathbf{u} \exp [i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)] \quad (3)$$

ここで、 $\mathbf{u}$ は電磁波の偏光ベクトル、 $\mathbf{k}$ は波数ベクトル、 $\mathbf{r}$ は位置ベクトル、 $\omega$ は振動数、 $t$ は時間である。

電磁波との相互作用により価電子帯の電子が時間 $t$ の後に伝導帯の軌道に遷移する確率 $w$ は、次式で与えられる。

$$w(\omega, t, \mathbf{k}_v, \mathbf{k}_c) = \frac{e^2}{m^2 \hbar^2} \left| \int_0^t dt' \int_V d\mathbf{r} \Psi_v(\mathbf{k}_v, \mathbf{r}, t') \mathbf{A}(\mathbf{k}, \mathbf{r}, t') \cdot \mathbf{p} \Psi_c(\mathbf{k}_c, \mathbf{r}, t') \right|^2 \quad (4)$$

$\Psi_v$ は誘電体の価電子帯電子の軌道、 $\mathbf{k}_v$ は $\Psi_c$ の波数ベクトル、 $\Psi_c$ は伝導帯の軌道、 $\mathbf{k}_c$ は $\Psi_c$ の波数ベクトルである。インデックス $c$ 及び $v$ はスピンインデックスを含む。 $\Psi_v$ 及び $\Psi_c$ は同じスピンを有する軌道である。 $\Psi_v$ 及び $\Psi_c$ は以下のように書き表すことができる。

$$\Psi_v(\mathbf{k}_v, \mathbf{r}, t') = \exp \left[ -\frac{i}{\hbar} E_v(\mathbf{k}_v t') \right] \exp (i\mathbf{k}_v \cdot \mathbf{r}) u_v(\mathbf{k}_v, r) \quad (5)$$

$$\Psi_c(\mathbf{k}_c, \mathbf{r}, t') = \exp \left[ -\frac{i}{\hbar} E_c(\mathbf{k}_c t') \right] \exp (i\mathbf{k}_c \cdot \mathbf{r}) u_c(\mathbf{k}_c, r) \quad (6)$$

(5)及び(6)式を(4)式に代入し、 $t'$ に関して部分積分を行うことにより、次式を得る。

$$w(\omega, t, \mathbf{k}_v, \mathbf{k}_c) = \frac{e^2 E_0^2}{m^2 \omega_{cv}^2} \left| \int_0^t dt' \exp \left[ i\hbar^{-1} (E_c(\mathbf{k}_c) - E_v(\mathbf{k}_v) - \hbar\omega) t' \right] \mathbf{u} \cdot \mathbf{M}_{vc} \right|^2 \quad (7)$$

ここで、 $\mathbf{E} = -\partial\mathbf{A}/\partial t = E_0 \mathbf{u} \exp [i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)]$ 及び $\mathbf{p} = \frac{\hbar}{i} \nabla$ の関係式を用いた。 $\omega_{c,v}$ 及び $\mathbf{u} \cdot \mathbf{M}_{vc}$ は、それぞれ(8)及び(9)式で計算される量である。

$$\omega_{c,v} = \frac{1}{\hbar} (E_c(\mathbf{k}_c) - E_v(\mathbf{k}_v)) \quad (8)$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{M}_{vc} = \int_V d\mathbf{r} \exp [-(\mathbf{k}_c - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}] u_c^* \mathbf{u} \cdot \nabla \exp (i\mathbf{k}_v \cdot \mathbf{r}) u_v \quad (9)$$

$\nabla$ は(10)式で表される微分演算子である。

$$\nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \quad (10)$$

$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ はそれぞれ、 $x, y, z$ 方向の単位ベクトルである。(7)式を積分することにより次式を得る。

$$w(\omega, t, \mathbf{k}_v, \mathbf{k}_c) = \frac{e^2 E_0^2}{m^2 \omega_{cv}^2} \left| \frac{\exp \left[ \frac{i(E_c - E_v - \hbar\omega)t}{\hbar} \right] - 1}{\frac{i(E_c - E_v - \hbar\omega)t}{\hbar}} \mathbf{u} \cdot \mathbf{M}_{vc} \right|^2 \quad (11)$$

(11)式の両辺を $t$ で微分することにより、次式を得る。

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{e^2 E_0^2}{m^2 \omega_{cv}^2} |\mathbf{u} \cdot \mathbf{M}_{vc}|^2 2\pi\hbar \delta(E_c - E_v - \hbar\omega) \quad (12)$$

(12)式は、単位時間あたりに電子が $\Psi_v$ から $\Psi_c$ へ遷移する確率を与える。単位体積あたりの全電子遷移確率 $W_{vc}$ は、次式により得られる。

$$W_{vc} = \frac{e^2 E_0^2}{m^2 V} \sum_{\mathbf{k}, c, v} \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{M}_{vc}|^2}{\omega_{cv}^2} 2\pi\hbar \delta(E_c - E_v - \hbar\omega) \quad (13)$$

ここで $V$ は誘電体の体積であり、 $\Sigma$ は全ての $\mathbf{k}$ 、価電子・伝導帯軌道の組み合わせについて和をとることを意味する。

### 11.2.1.3 電子系誘電率の計算

誘電体に入射された電磁波は、誘電体の電子遷移を引き起こし、エネルギーを失う。そのエネルギー損失量は $W_{vc}\hbar\omega$ である。一方、マックスウェルの理論では、その損失量は $\sigma E_0^2$ となる。 $\sigma$ は誘電体のオプティカルコンダクティビティである。従って、

$$W_{vc}\hbar\omega = \sigma E_0^2/2 \quad (14)$$

一方、 $\sigma$ と電子系誘電率の虚部 $\epsilon_2$ の間には次の関係式がある。

$$\epsilon_2 = 4\pi\sigma/\omega \quad (15)$$

(14)及び(15)式より $\epsilon_2$ の計算式を得る。

$$\begin{aligned} \epsilon_2 &= \frac{8\pi e^2 \hbar^2}{m^2 V} \sum_{\mathbf{k}, c, v} \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{M}_{vc}|^2}{\omega_{cv}^2} \delta(E_c(\mathbf{k}_c) - E_v(\mathbf{k}_v) - \hbar\omega) \\ &= \frac{8\pi e^2 \hbar^4}{m^2 V} \sum_{\mathbf{k}, c, v} \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{M}_{vc}|^2}{(E_c(\mathbf{k}_c) - E_v(\mathbf{k}_v))^2} \delta(E_c(\mathbf{k}_c) - E_v(\mathbf{k}_v) - \hbar\omega) \end{aligned} \quad (16)$$

(16)式の計算を導入するために近似を導入する。電磁波の波長は、誘電体結晶のユニットセルの大きさよりもはるかに長い。従って、 $\mathbf{k}_c, \mathbf{k}_v \gg \mathbf{k}$ であるので、以下のように近似できる。

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{M}_{vc} \cong \int_V d\mathbf{r} \exp(-\mathbf{k}_c \cdot \mathbf{r}) u_c^* \mathbf{u} \cdot \nabla \exp(i\mathbf{k}_v \cdot \mathbf{r}) u_v \quad (17)$$

運動量演算子 $\mathbf{p}$ を使うと

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{M}_{vc} \cong \frac{i}{\hbar} \langle \Psi_c(\mathbf{k}_c) | \mathbf{u} \cdot \mathbf{p} | \Psi_v(\mathbf{k}_v) \rangle \quad (18)$$

$$= \frac{i}{\hbar} \langle \Psi_c(\mathbf{k}_a) | \mathbf{u} \cdot \mathbf{p} | \Psi_v(\mathbf{k}_a) \rangle \quad (19)$$

となる。 $\mathbf{k}_c = \mathbf{k}_v = \mathbf{k}_a$ である。 $\langle \Psi_c(\mathbf{k}_c) | \mathbf{u} \cdot \mathbf{p} | \Psi_v(\mathbf{k}_v) \rangle$ の値は、 $\mathbf{k}_c = \mathbf{k}_v$ の場合のみ零でない。(16)式及び(19)式より、 $\mathbf{p}$ 表示の $\epsilon_2$ 計算式が得られる。

$$\epsilon_2 = \frac{8\pi e^2 \hbar^2}{m e^2 V} \sum_{\mathbf{k}_a, c, v} \frac{|\langle \Psi_c(\mathbf{k}_a) | \mathbf{u} \cdot \mathbf{p} | \Psi_v(\mathbf{k}_a) \rangle|^2}{(E_c(\mathbf{k}_a) - E_v(\mathbf{k}_a))^2} \delta(E_c(\mathbf{k}_a) - E_v(\mathbf{k}_a) - \hbar\omega) \quad (20)$$

速度演算子 $\mathbf{v} = \mathbf{p}/m$ を用いると、 $\mathbf{v}$ 表示の計算式[11]が得られる。

$$\epsilon_2 = \frac{8\pi e^2 \hbar^2}{V} \sum_{\mathbf{k}_a, c, v} \frac{|\langle \Psi_c(\mathbf{k}_a) | \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} | \Psi_v(\mathbf{k}_a) \rangle|^2}{(E_c(\mathbf{k}_a) - E_v(\mathbf{k}_a))^2} \delta(E_c(\mathbf{k}_a) - E_v(\mathbf{k}_a) - \hbar\omega) \quad (21)$$

遷移モーメントには、次の関係式が成り立つ。

$$\langle \Psi_c(\mathbf{k}_a) | \mathbf{p} | \Psi_v(\mathbf{k}_a) \rangle = \frac{im}{\hbar} (E_c(\mathbf{k}_a) - E_v(\mathbf{k}_a)) \langle \Psi_c(\mathbf{k}_a) | \mathbf{r} | \Psi_v(\mathbf{k}_a) \rangle \quad (22)$$

(20)及び(22)式より $\mathbf{r}$ 位置演算子 $\mathbf{r}$ 表示の計算式を得る。

$$\epsilon_2 = \frac{8\pi e^2}{V} \sum_{\mathbf{k}_a, c, v} |\langle \Psi_c(\mathbf{k}_a) | \mathbf{u} \cdot \mathbf{r} | \Psi_v(\mathbf{k}_a) \rangle|^2 \delta(E_c(\mathbf{k}_a) - E_v(\mathbf{k}_a) - \hbar\omega) \quad (23)$$

比誘電率は、得られた $\epsilon_2$ を真空の誘電率 $\epsilon_0$ で割ることにより得られる。電子系誘電率の実部 $\epsilon_1$ は $\epsilon_2$ のクラマース・クロニツヒ変換 ((24)式) により計算される。P はコーシーの主値を取ることを意味する

$$\epsilon_1(\omega) = 1 + \frac{2}{\pi} P \int_0^{\infty} \frac{\Omega \epsilon_2(\Omega)}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega \quad (24)$$

本プログラムは(23)式により $\epsilon_2$ を求め、(24)式により $\epsilon_1$ を計算する。

#### 11.2.1.4 光学スペクトルの計算法

電子系誘電率 $\epsilon = \epsilon_1 + i\epsilon_2$ より、以下の光学スペクトルを計算することができる。

- 複素屈折率  $N = n + ik$ :  $N = \epsilon^{1/2}$
- 吸収係数 $\eta$ :  $\eta = \frac{2k\omega}{c}$
- 反射スペクトル  $R$ :  $R = \frac{(n-1)^2 + k^2}{(n+1)^2 + k^2}$

#### 11.2.1.5 第一原理法による計算法

電子系誘電率には、遷移モーメント $\langle \Psi_c | \mathbf{r} | \Psi_v \rangle$ を計算することが必要である。本節では第一原理擬ポテンシャル法による遷移モーメントの計算法について説明する。第1原理擬ポテンシャル法では、内殻電子が価電子に及ぼす効果を擬ポテンシャルに置き換え、価電子のみを扱うことにより電子状態を計算する。擬ポテンシャル法での誘電体の1電子ハミルトニアンは次式で与えられる。

$$H = \frac{1}{2m} \mathbf{p}^2 + V(\mathbf{r}, \mathbf{p}) \quad (25)$$

$V$ は結晶のポテンシャルである。擬ポテンシャル法では、電子の運動量 $\mathbf{p}$ に依存するノンローカルポテンシャルを用いる。電磁波と相互作用する誘電体の1電子ハミルトニアンは、次式で与えられる。

$$H = \frac{1}{2m} (\mathbf{p} + e\mathbf{A})^2 + V(\mathbf{r}, \mathbf{p} + e\mathbf{A}) \quad (26)$$

摂動ハミルトニアン $H_{int}$ は(27)式である。

$$H_{int} = (e/m)\mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + ppc \quad (27)$$

(27)式の右辺第1項は、(2)式の摂動ハミルトニアンである。第2項 (ppc 項) は $V$ に由来する摂動ハミルトニアンである。第一原理法で遷移モーメントを計算する場合、ppc 項を考慮して計算を行う必要がある。第1項に起因する遷移モーメント成分をローカル項、ppc 項に起因する成分をノンローカル項あるいはppc 項と呼ぶことにする。ppc 項を計算する方法としては、Read and Need の方法(RN 法) [3]と Kageshima and Shiraiishi の方法(KS 法) [4]がある。本プログラムはこれらの方法を用いて ppc 項を計算できるようになっている。

#### 11.2.1.6 Read and Needs 法

##### 理論 [11,2]

RN 法はノルム保存型擬ポテンシャルに対する補正項を計算する方法である。電磁場が $\mathbf{p}$ に及ぼす影響が小さいと仮定して、(26)式の $V(\mathbf{r}, \mathbf{p} + e\mathbf{A})$ を次のように展開する。

$$V(\mathbf{r}, \mathbf{p} + e\mathbf{A}) = V(\mathbf{r}, \mathbf{p}) + \frac{\partial V}{\partial \mathbf{p}} e\mathbf{A} \quad (28)$$

$\frac{\partial V}{\partial \mathbf{p}}$ を求めるため、 $V\phi$ を $\mathbf{p}$ で微分する。 $\phi$ は任意の関数である。

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} V\phi = \frac{\partial V}{\partial \mathbf{p}} \phi + V \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{p}} \quad (29)$$

ゆえに、

$$\frac{\partial V}{\partial \mathbf{p}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} V + V \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} \quad (30)$$

ここで、 $i\hbar \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} = \mathbf{r}$ と定義する。定義された $\mathbf{r}$ は交換関係 $[\mathbf{p}_\alpha, \mathbf{r}_\beta] = -i\hbar \delta_{\alpha\beta}$ を満たす。 $\alpha, \beta$ は座標インデックス

( $x, y, z$ )である。この定義を用いて(30)式を書き直すと次式を得る。

$$\frac{\partial V}{\partial \mathbf{p}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} V + V \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}} = \frac{1}{i\hbar} [\mathbf{r}, V] = \frac{i}{\hbar} [V, \mathbf{r}] \quad (31)$$

(28)及び(31)式を用いて補正項を計算すると、以下の式を得る。

$$ppc = \frac{i}{\hbar} [V, \mathbf{r}] e\mathbf{A} \quad (32)$$

従って、摂動ハミルトニアンは、

$$H_{int} = (e/m)\mathbf{A} \cdot \mathbf{p} + \frac{i}{\hbar} [V, \mathbf{r}] e\mathbf{A} = (e/m)\mathbf{A} \cdot \left( \mathbf{p} + \frac{im}{\hbar} [V, \mathbf{r}] \right) \quad (33)$$

となる。対応する $\epsilon_2$ の計算式は、(20)式において $\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p} + \frac{im}{\hbar} [V, \mathbf{r}]$ と置き換えることにより得られる。

$$\epsilon_2 = \frac{8\pi e^2 \hbar^2}{m^2 V} \sum_{\mathbf{k}_a, c, v} \frac{|\langle \Psi(\mathbf{k}_a) | \mathbf{u} \cdot \left( \mathbf{p} + \frac{im}{\hbar} [V, \mathbf{r}] \right) | \Psi(\mathbf{k}_a) \rangle|^2}{E_c(\mathbf{k}_a) - E_v(\mathbf{k}_a)} \delta(E_c(\mathbf{k}_a) - E_v(\mathbf{k}_a) - \hbar\omega) \quad (34)$$

$\mathbf{r}$ 表示の計算式は、(23)式において、

$$\langle \Psi_c(\mathbf{k}_a) | \mathbf{r} | \Psi_v(\mathbf{k}_a) \rangle = \frac{1}{i\omega_{cv} m} \langle \Psi_c(\mathbf{k}_a) | \mathbf{p} | \Psi_v(\mathbf{k}_a) \rangle + \frac{1}{\hbar\omega_{cv}} \langle \Psi_c(\mathbf{k}_a) | [V, \mathbf{r}] | \Psi_v(\mathbf{k}_a) \rangle \quad (35)$$

とすることにより得られる。 $\omega_{cv}$ は次式で定義される量である。

$$\omega_{cv} = \frac{1}{\hbar} (E_c(\mathbf{k}_a) - E_v(\mathbf{k}_a)) \quad (36)$$

本プログラムでは、(23)及び(34)式を用いて電子状態を計算する。(35)式の右辺第1項をローカル項、第2項をノンローカル項あるいはppc項と呼ぶ。

## 計算法

ローカル項は、 $\Psi_c$ 及び $\Psi_v$ より直接計算できる。

$$\frac{1}{i\omega_{cv} m} \langle \Psi_c(\mathbf{k}_a) | \mathbf{p} | \Psi_v(\mathbf{k}_a) \rangle = \frac{1}{i\omega_{cv} m} \langle \Psi_c(\mathbf{k}_a) | \frac{\hbar}{i} \nabla | \Psi_v(\mathbf{k}_a) \rangle \quad (37)$$

$$\Psi_c(\mathbf{k}_a, \mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V_u}} \sum_{\mathbf{G}} \phi_{c, \mathbf{k}_a + \mathbf{G}} \exp(i(\mathbf{k}_a + \mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}) \quad (38)$$

$$\Psi_v(\mathbf{k}_a, \mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V_u}} \sum_{\mathbf{G}} \phi_{v, \mathbf{k}_a + \mathbf{G}} \exp(i(\mathbf{k}_a + \mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}) \quad (39)$$

ここで、 $V_u$ は結晶ユニットセルの体積、 $\mathbf{G}$ は平面波基底のGベクトル、 $\phi$ は展開係数である。(37)及び(38)式を(36)に代入し、平面波の直交条件を用いるとローカル項の計算式を得る((40)式)。本プログラムは誘電体の電子バンド構造計算の結果得られる $\Psi_c$ 及び $\Psi_v$ よりローカル項を計算する。

$$\frac{1}{i\omega_{cv} m} \langle \Psi_c(\mathbf{k}_a) | \mathbf{p} | \Psi_v(\mathbf{k}_a) \rangle = \frac{\hbar}{i\omega_{cv} m} \sum_{\mathbf{G}} \phi_{c, \mathbf{k}_a + \mathbf{G}}^* \phi_{v, \mathbf{k}_a + \mathbf{G}} (\mathbf{k}_a + \mathbf{G}) \quad (40)$$

ノンローカル項の計算は、交換関係 $[V_{nl}, \mathbf{r}]$ を評価することにより行う。疑ポテンシャルのノンローカル部分は(40)式のようにあらわすことができる。

$$V_{nl} = \sum_{nml} |n, I\rangle D_{nm}^I \langle m, I| \quad (41)$$

$|n, I\rangle$ 及び $\langle m, I|$ は疑ポテンシャルのノンローカルプロジェクター、 $D$ は係数、 $I$ は原子のインデックスである。ノンローカル項は次式によりあらわされる。 $\Psi_c$ 及び $\Psi_v$ の波数ベクトル $\mathbf{k}_a$ は省略してある。

$$\frac{1}{\hbar\omega_{cv}} \langle \Psi_c | [V, \mathbf{r}] | \Psi_v \rangle = \frac{1}{\hbar\omega_{cv}} \sum_{nll} \langle \Psi_c | n, I \rangle D_{nm}^I \langle l, I | \mathbf{r} | \Psi_v \rangle \quad (42)$$

$$- \frac{1}{\hbar\omega_{cv}} \sum_{nml} \langle \Psi_c | \mathbf{r} | n, I \rangle D_{nl}^I \langle l, I | \Psi_v \rangle \quad (43)$$

本プログラムは、Pickard and Payneの方法[12]((44)式)により $\langle n, I | \mathbf{r} | \Psi \rangle$ を計算し、ノンローカル項を計算する。 $\omega_{cv}, \langle l, I | \Psi \rangle$ は電子バンド構造計算により得られる値を用いる。

$$\langle n, I | \mathbf{r}_\alpha | \Psi \rangle \geq \frac{1}{2i|q|} [\langle n, I | e^{iq_\alpha \mathbf{r}} | \Psi \rangle - \langle n, I | e^{-iq_\alpha \mathbf{r}} | \Psi \rangle] \quad (44)$$

$\alpha$ はカーテシアンインデックス(=  $x, y, z$ )であり、 $\mathbf{q}_\alpha$ は次式で定義されるベクトルである。

$$\mathbf{q}_x = (q, 0, 0); \mathbf{q}_y = (0, q, 0); \mathbf{q}_z = (0, 0, q) \quad (45)$$



$q$ はパラメータであり、微小な数である。

### 11.2.1.7 Kageshima and Siraishi 法

#### 理論 [3]

KS 法における遷移モーメントは(46)式で与えられる。

$$\langle \varphi_c(\mathbf{k}_a) | \mathbf{r} | \varphi_v(\mathbf{k}_a) \rangle = \frac{1}{i\omega_{cv}m} \langle \varphi_c(\mathbf{k}_a) | \mathbf{p} | \varphi_v(\mathbf{k}_a) \rangle + \frac{1}{i\hbar\omega_{cv}} \sum_{nI} \langle \varphi_c | n, I \rangle \mathbf{p}_{nl}^I \langle l, I | \varphi_v \rangle \quad (46)$$

右辺の第一項はローカル項である。右辺の第二項が ppc 項である。 $\mathbf{p}_{nl}^I$ は次式で定義される量である。

$$\mathbf{p}_{nl}^I = \langle \phi_n^I | \mathbf{p} | \phi_n^I \rangle - \langle \psi_l^I | \mathbf{p} | \psi_l^I \rangle \quad (47)$$

$\phi^I$ は全電子計算により得られる原子 $I$ の軌道、 $\psi^I$ は擬原子 $I$ の軌道、 $nl$ は軌道インデックスである。

#### 計算法

本プログラムは、擬ポテンシャル計算プログラム CIAO の出力する $\mathbf{p}_{nl}^I$ を読み込み(46)式の ppc 項を計算する。 $\omega_{cv}, \langle n, I | \varphi \rangle$ は電子バンド計算により得られた値を用いる。

### 11.2.1.8 電子系誘電率

電子系誘電率の計算式 ((23)式) は波数ベクトル $\mathbf{k}_a$ に関する和を含む。本プログラムは $\mathbf{k}_a$ に関する和を積分に置き換え、 $\epsilon_2$ を求める ((48)式)。

$$\epsilon_2 = \frac{e^2}{\pi^2} \sum_{c,v} \int |\langle \Psi(\mathbf{k}_a) | \mathbf{u} \cdot \mathbf{r} | \Psi(\mathbf{k}_a) \rangle|^2 \delta(E_c(\mathbf{k}_a) - E_v(\mathbf{k}_a) - \hbar\omega) d\mathbf{k}_a \quad (48)$$

積分は、Linear Tetrahedron 法を用いて行う。Linear Tetrahedron の詳細については文献 [5]を参照されたい。 $\epsilon_2$ をクラマース・クロニヒ変換 ((24)式) することにより $\epsilon_1$ を得る。クラマース・クロニヒ変換は(24)式を台形公式を用いて数値積分することにより求める。

### 11.2.1.9 非線形光学感受率

材料の分極を $P$ 、外部電場を $F$ とした場合、一般に $P$ は $F$ の多項式であらわすことができる((49)式)。通常の誘電応答は、 $F$ に関する 2 次以上の高次項を無視し、 $P$ は $F$ の 1 次関数であると近似して記述できる。しかし、レーザ光のように電場強度が強い電磁波を材料に照射した場合、高次項の $P$ に関する寄与が無視できなくなり、高次項に起因する誘電・光学現象を顕著となる。高次項に起因する誘電・光学現象が非線形光学効果(nonlinear optical effect)である [13]。

$$P_i = \sum_j \chi_{ij}^{(1)} F_j + \sum_{jk} \chi_{ijk}^{(2)} F_j F_k + \sum_{jkl} \chi_{ijkl}^{(3)} F_j F_k F_l \quad (49)$$

ここで、 $i, j, k, l$ は XYZ 座標のインデックス、 $\chi^{(1)}$ は線形感受率テンソル、 $\chi^{(2)}$ 及び $\chi^{(3)}$ は、それぞれ 3 階及び 4 階の非線形光学テンソルである。 $\chi^{(2)}$ に起因する現象を 2 次非線形光学効果、 $\chi^{(3)}$ に起因する現象を 3 次非線形光学効果と呼ぶ。材料の $\chi^{(2)}$ 及び $\chi^{(3)}$ は、誘電率同様、電子系及び格子系からの成分からなり、入射光の振動数が材料の格子振動数よりも低い場合には電子系と格子系が、光振動数が格子振動数よりも高い場合には電子系のみが実測値に寄与する。レーザ光の振動数は、格子振動数よりも高いため、非線形光学では電子系の $\chi^{(2)}$ 及び $\chi^{(3)}$ が興味の対象である。

UVSOR は、第 2 高調波発生 (Second Harmonic Generation (SHG)) 及び第 3 高調波発生 (Third Harmonic Generation (THG)) の感受率を計算する。SHG は、材料に入射された光子が 2 個結合し、周波数が倍の光が発生する 2 次非線形光学効果である。その感受率 $\chi^{(2)}(-2\omega; \omega, \omega)$ は複素数であり((50)式)、電場を摂動ハミルトニアンとする 3 次の時間依存摂動法を用いて、固体の電子バンド構造より計算できる。

$$\chi^{(2)}(-2\omega; \omega, \omega) = \chi^{(2)'}(-2\omega; \omega, \omega) + i\chi^{(2)''}(-2\omega; \omega, \omega) \quad (50)$$

摂動計算では、価電子の伝導バンドへの仮想励起と伝導帯ホールと価電子バンドへの仮想励起を考える。電子及び正孔の仮想励起を図 11.2 に模式的に示す。

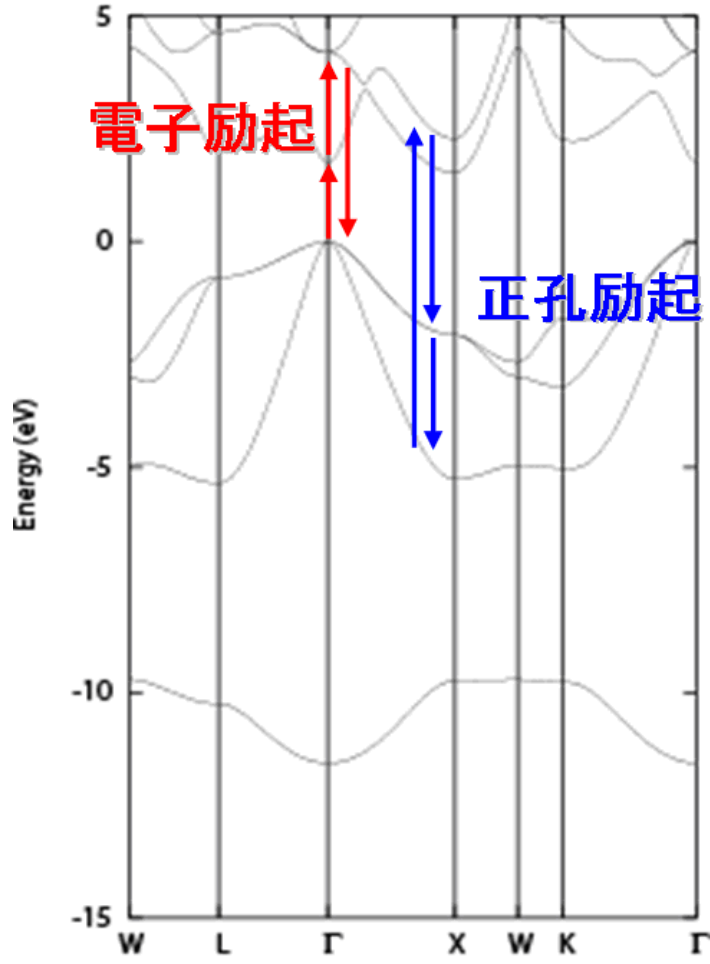


図 11.2 SHG 過程における電子と正孔の仮想励起

$\chi^{(2)'}(-2\omega; \omega, \omega)$  は電子励起による  $\chi_{VE}^{(2)'}(-2\omega; \omega, \omega)$  と正孔励起による  $\chi_{VH}^{(2)'}(-2\omega; \omega, \omega)$  の和で与えられ ((51)式)、 $\chi_{VE}^{(2)'}(-2\omega; \omega, \omega)$  と  $\chi_{VH}^{(2)'}(-2\omega; \omega, \omega)$  はそれぞれ(52)及び(53)式により計算される [14]。

$$\chi^{(2)'}(-2\omega; \omega, \omega) = \chi_{VE}^{(2)'}(-2\omega; \omega, \omega) + \chi_{VH}^{(2)'}(-2\omega; \omega, \omega) \quad (51)$$

$$\chi_{VE}^{(2)'}(-2\omega; \omega, \omega) = -\frac{\pi}{2} \left| \frac{e\hbar}{m} \right| \sum_{i,j,l} \int_{BZ} \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3} \left( \frac{\Im[\mathbf{p}_{jl}^{cc}\{\mathbf{p}_{ij}^{cv}\mathbf{p}_{ij}^{vc}\}]}{E_{li}^3(E_{li} + E_{ji})} \delta(E_{li} - \hbar\omega) - \frac{\Im[\mathbf{p}_{ij}^{vc}\{\mathbf{p}_{jl}^{cc}\mathbf{p}_{li}^{cv}\}]}{E_{li}^3(2E_{li} - E_{ji})} \delta(E_{li} - \hbar\omega) + \frac{16\Im[\mathbf{p}_{ij}^{vc}\{\mathbf{p}_{jl}^{cc}\mathbf{p}_{li}^{cv}\}]}{E_{ji}^3(2E_{li} - E_{ji})} \delta(E_{ji} - 2\hbar\omega) \right) \quad (52)$$

$$\chi_{VH}^{(2)'}(-2\omega; \omega, \omega) = \frac{\pi}{2} \left| \frac{e\hbar}{m} \right| \sum_{i,j,l} \int_{BZ} \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3} \left( \frac{\Im[\mathbf{p}_{li}^{vv}\{\mathbf{p}_{ij}^{vc}\mathbf{p}_{jl}^{cv}\}]}{E_{jl}^3(E_{jl} + E_{ji})} \delta(E_{jl} - \hbar\omega) - \frac{\Im[\mathbf{p}_{ij}^{vc}\{\mathbf{p}_{jl}^{cv}\mathbf{p}_{li}^{vv}\}]}{E_{jl}^3(2E_{jl} - E_{ji})} \delta(E_{jl} - \hbar\omega) + \frac{16\Im[\mathbf{p}_{ij}^{vc}\{\mathbf{p}_{jl}^{cv}\mathbf{p}_{li}^{vv}\}]}{E_{ji}^3(2E_{jl} - E_{ji})} \delta(E_{ji} - 2\hbar\omega) \right) \quad (53)$$

$m$  は電子質量、 $e$  は素電価、 $c, v$  はそれぞれ伝導及び価電子バンドのインデックス、 $\mathbf{p}_{ij}$  は座標表示の遷移モーメントより計算される運動量表示遷移モーメントの行列成分((54)式)、 $E_{ab}$  はバンド間遷移エネルギー  $E_{\mathbf{k}}^a - E_{\mathbf{k}}^b$  である。 $\Im$  は虚部をとることを意味する。積分は、すべての  $\mathbf{k}$  点について被積分関数の和をとることを意味する。誘電関数計算の場合と異なり、伝導バンド間および価電子バンド間の遷移が関与することに注意。

$$\mathbf{p}_{ij} = \langle \Psi_{\mathbf{k}}^i | \mathbf{p} | \Psi_{\mathbf{k}}^j \rangle = im(E_{\mathbf{k}}^c - E_{\mathbf{k}}^v) \langle \Psi_{\mathbf{k}}^i | \mathbf{r} | \Psi_{\mathbf{k}}^j \rangle \quad (54)$$

$\{\mathbf{p}_{ab}\mathbf{p}_{bc}\}$  は(55)式により計算されるテンソルである。 $\alpha$  及び  $\beta$  はカーテシアン座標  $(x, y, z)$  のインデックスである。

$$\{\mathbf{p}_{ab}\mathbf{p}_{bc}\}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}(\mathbf{p}_{ab,\alpha}\mathbf{p}_{bc,\beta} + \mathbf{p}_{ab,\beta}\mathbf{p}_{bc,\alpha}) \quad (55)$$

(51)-(53)式により得られる $\chi^{(2) \prime \prime}$  をクラマース・クロニツヒ変換((56)式)し、実部 $\chi^{(2) \prime}$  を求める。

$$\chi^{(2) \prime}(-2\omega; \omega, \omega) = \frac{2}{\pi} P \int_0^{\infty} \frac{\Omega \chi^{(2)}(-2\Omega; \Omega, \Omega) \prime \prime}{\Omega^2 - \omega^2} d\Omega \quad (56)$$

本プログラムでは、各 $\mathbf{k}$ 点におけるバンド間の遷移モーメントを(54)式により求め、上記の計算法で感受率 $\chi^{(2)}(-2\omega; \omega, \omega)$ を求める。(52)及び(53)の積分は、Gaussian/parabolic smearing 法及び linear tetrahedron 法を用いて行う。Read and Needs 法(3.1.6)あるいは Kageshima and Shiraishi 法(3.1.7)を用いて遷移モーメントの補正を行った場合には、全電子計算と同じ結果が得られる。

(52)及び(53)式のデルタ関数の係数は分数であり、分母は 0 となりうる。デルタ関数の共鳴条件が成立し係数の分母が 0 となる場合、(52)及び(53)式の右辺は発散する。この発散は、2 重共鳴(double resonance)として知られる。2 重共鳴は、励起状態のダンピングファクターが 0 であると近似したために起きる現象である。本プログラムでは、係数の分母が一定の値(カットオフ値)よりも小さくなった場合、その項 $\chi^{(2)}$ への寄与を無視あるいはダンピングすることにより、2 重共鳴の問題を回避している。カットオフ値は、入力で与えるようになっている(4.2.13)。

THG は、材料に入射された光子が 2 個結合し、周波数が 3 倍の光が発生する 3 次非線形光学効果である。THG 過程は、価電子帯の電子が伝導帯に散乱される過程(電子過程)、伝導帯の正孔が価電子帯に散乱される過程(正孔過程)、及び電子と正孔がそれぞれ同時に伝導帯及び価電子帯に散乱される過程(3 順位過程)からなる[21]。本プログラムは、光電場を摂動ハミルトニアンとする 4 次の時間依存摂動により感受率 $\chi^{(3)}(-3\omega; \omega, \omega, \omega)$ を計算する。

$$\text{Im} [\chi_{ve}^{(3)}(\omega)]_{\alpha\beta\gamma\delta} = -\frac{\pi}{3} \left(\frac{e\hbar}{m}\right)^4 \int_{BZ} \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3} \Sigma_{i,j,k,l} \text{Re} \left\{ \mathbf{p}_{ij}^{vc}(\mathbf{p}_{jk}^{cc}, \mathbf{p}_{kl}^{cc}, \mathbf{p}_{li}^{cv})_{\beta\gamma\delta} \right\} f(E_{ji}, E_{ki}, E_{jl}, \hbar\omega) \quad (57)$$

$$\begin{aligned} \text{Im} [\chi_{vh}^{(3)}(\omega)]_{\alpha\beta\gamma\delta} = & -\frac{\pi}{3} \left(\frac{e\hbar}{m}\right)^4 \int_{BZ} \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3} \Sigma_{i,j,k,l} \left[ \text{Re} \left\{ \mathbf{p}_{ij}^{vc}(\mathbf{p}_{li}^{vv}, \mathbf{p}_{kl}^{vv}, \mathbf{p}_{jk}^{cv})_{\beta\gamma\delta} \right\} f(E_{ji}, E_{jl}, E_{jk}, \hbar\omega) \right. \\ & - \text{Re} \left\{ \mathbf{p}_{ij}^{vc}(\mathbf{p}_{jk}^{cc}, \mathbf{p}_{li}^{vv}, \mathbf{p}_{kl}^{cv})_{\beta\gamma\delta} \right\} f(E_{ji}, E_{ki}, E_{kl}, \hbar\omega) \\ & \left. - \text{Re} \left\{ \mathbf{p}_{ij}^{vc}(\mathbf{p}_{li}^{vv}, \mathbf{p}_{jk}^{cc}, \mathbf{p}_{kl}^{cv})_{\beta\gamma\delta} \right\} f(E_{ji}, E_{jl}, E_{kl}, \hbar\omega) \right] \end{aligned} \quad (58)$$

$$\begin{aligned} \text{Im} [\chi_{ts}^{(3)}(\omega)]_{\alpha\beta\gamma\delta} = & -\frac{\pi}{3} \left(\frac{e\hbar}{m}\right)^4 \int_{BZ} \frac{d\mathbf{k}}{4\pi^3} \Sigma_{i,j,k,l} \text{Re} \left\{ \mathbf{p}_{ij}^{vc}(\mathbf{p}_{jk}^{cc}, \mathbf{p}_{kl}^{cc}, \mathbf{p}_{li}^{cv})_{\beta\gamma\delta} \right\} f(E_{ji}, E_{ki}, E_{jl}, \hbar\omega) \\ & \times \left[ \frac{3^6}{E_{ji}^4(3kE_j - 2E_{ji})(3E_{li} - E_{jl})} \delta(E_1 - 3\hbar\omega) \right. \\ & \quad \left. + \frac{1}{E_{li}^4(E_{jk} + 3E_{li})} \right. \\ & \quad \left. + \frac{E_{ji} + E_{jk}}{(E_{ji} - 3E_{li})(E_{lk} + E_{li})} \right] \delta(E_{li} - \hbar\omega) \end{aligned} \quad (59)$$

ここで、

$$\begin{aligned} f(E_1, E_2, E_3, \hbar\omega) = & \frac{3^6}{E_1^4(3E_2 - 2E_1)(3E_3 - E_1)} \delta(E_1 - 3\hbar\omega) \\ & + \frac{1}{E_2^4(2E_3 - E_2)(2E_3 - 3E_2)(2E_1 + E_2)} \\ & + \frac{1}{E_3^4(E_2 - 2E_3)} \left( \frac{1}{E_1 - 3E_3} + \frac{2E_2}{(E_3 + E_1)(E_2 + 2E_3)} \right) \delta(E_3 - \hbar\omega) \end{aligned} \quad (60)$$

である。 $\alpha, \beta, \gamma,$ 及び $\delta$ は、カーテシアン座標 $(x, y, z)$ のインデックスを意味する。 $(\dots)_{\beta\gamma\delta}$ は、遷移モーメント積のインデックス $\beta, \gamma,$ 及び $\delta$ を対称化することを意味する。(57), (58), (59)式はそれぞれ、電子過程、正孔過程、及び 3 順位過程による $\chi^{(3)}$ の虚部を与える。 $\chi^{(3)}$ の虚部は、 $\text{Im} [\chi_{ve}^{(3)}], \text{Im} [\chi_{vh}^{(3)}]$ 、及び $\text{Im} [\chi_{ts}^{(3)}]$ の和で与えられる。 $\chi^{(3)}$ の虚部をクラマース・クロニツヒ変換することにより $\chi^{(3)}$ の実部を得る((61)式)。

$$\text{Re} [\chi^{(3)}(-3\omega; \omega, \omega, \omega)] = \frac{2}{\pi} P \int_0^{\infty} \frac{\omega}{\omega'^2 - \omega^2} \text{Im} [\chi^{(3)}(-3\omega'; \omega', \omega', \omega'ight)] d\omega' \quad (61)$$

(57)-(59)式のブリルアン・ゾーン積分は Gaussian/parabolic smearing 法により計算する。2重共鳴条件の処理は、SHG 計算の場合同様、共鳴項を無視あるいはダンピングして行う。

### 11.2.1.10 有効質量

電子及び正孔の有効質量は、kp 摂動法を用いて次式により計算される [15]。

$$\hbar^2 \left( \frac{1}{m^*} \right)_{\alpha,\beta} = \frac{\partial^2 E_{k\lambda}}{\partial k_\alpha \partial k_\beta} = \left[ \delta_{\alpha\beta} + \frac{1}{m} \sum_{\lambda' \neq \lambda} \frac{(\mathbf{p}_{\lambda\lambda'}^k)_{pha} (\mathbf{p}_{\lambda'\lambda}^k)_\beta + (\mathbf{p}_{\lambda\lambda'}^k)_\beta (\mathbf{p}_{\lambda'\lambda}^k)_\alpha}{E_{k\lambda} - E_{k\lambda'}} \right] \quad (62)$$

$\mathbf{k}$ 及び $\lambda$ は有効質量計算を行う $\mathbf{k}$ 点及びバンドのインデックス、 $\lambda'$ は他のバンドのインデックス、 $\alpha$ 及び $\beta$ は座標

インデックス、 $\mathbf{p}_{\lambda\lambda'}^k$ はバンド $\lambda\lambda'$ 間の遷移モーメント、 $E_{k\lambda}$ は計算を行う $\mathbf{k}$ 点でのバンド $\lambda$ のエネルギーである。

バンドがエネルギー的に縮退している場合、波動関数がバンド間で混ざり合うため、(62)式により縮退しているバンドの有効質量を計算すると、正しい値が得られない問題がある。この問題は、特に $\Gamma$ 点での正孔の有効質量を計算する場合に顕著となる。本プログラムでは $\Gamma$ 点での有効質量を、縮退が解けている $\Gamma$ 点より僅かシフトした点で計算するようにして、この問題を回避している。シフト量の程度は入力データで指定する(4.2.9)。

## 11.2.2 格子系

### 11.2.2.1 概要

格子系誘電率計算プログラム Berry-Phonon は第一原理計算プログラム PHASE の拡張機能として実装されている。結晶の格子誘電率の計算には有効電荷と結晶の基準振動の振動数が必要である。Berry-Phonon では結晶の分極をベリー位相理論に基づき計算し、各原子のボルン有効電荷を求める。また、PHASE で計算されるヘルマン-フラインマン力を数値微分することにより力定数を計算し、これから動力学行列を構築して、その行列の固有値問題を解き、基準振動の振動数と固有ベクトルを求める。ボルン有効電荷と振動モードの固有ベクトルからモード有効電荷が求まる。基準振動の振動数とモード有効電荷から格子誘電率が計算される。この計算方法の詳細を以降の節で解説する。

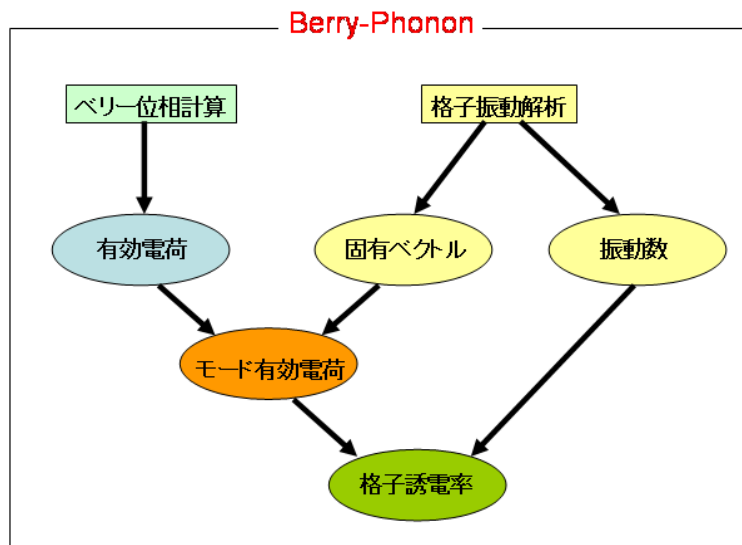


図 11.3 Berry-Phonon 構成図

### 11.2.2.2 格子誘電率

結晶の*i*番目の原子の変位ベクトルを $\mathbf{u}_i$ とすれば、原子が平衡位置からずれた際に発生する分極の変化は

$$\Delta \mathbf{P} = \frac{e}{V} \sum_i \mathbf{Z}_i^* \mathbf{u}_i \quad (63)$$

とあらわされる。ここで、 $e$ は電気素量であり、 $V$ は結晶の単位胞の体積である。 $\mathbf{Z}_i^*$ はボルン有効電荷テンソルとよばれ、結晶単位胞中の各原子に固有の物理量である。原子の変位 $\mathbf{u}_i$ を結晶の振動モードで分解することができる。

$$\sqrt{m_i} \mathbf{u}_{i\alpha} = \sum_{\lambda} \xi_{\lambda i \alpha} Q_{\lambda} \quad (64)$$

ここで、 $\xi_{\lambda i \alpha}$ は基準振動の固有ベクトルであり、 $Q_{\lambda}$ は基準座標である。 $m_i$ は*i*番目の原子の質量である。分極の変化を基準座標で表現すれば

$$\Delta \mathbf{P} = \frac{e}{V} \sum_{\lambda} \tilde{\mathbf{Z}}_{\lambda} Q_{\lambda} \quad (65)$$

となる。ここで、振動モードの有効電荷を

$$\tilde{\mathbf{Z}}_{\lambda \alpha} = \frac{1}{\sqrt{m_i}} \sum_{i\beta} \mathbf{Z}_{i\alpha\beta}^* \xi_{\lambda i \beta} \quad (66)$$

と定義した。

振動数 $\omega$ の巨視的な電場を $\mathbf{E}$ とすれば、モード有効電荷がゼロでない 基準振動の基準座標 $Q_\lambda$ は電場に比例して振動する。

$$Q_\lambda = \frac{e\tilde{Z}_\lambda \cdot \mathbf{E}}{\omega_\lambda^2 - \omega^2} \quad (67)$$

格子誘電関数 $\epsilon^{\text{lat}}(\omega)$ は  $4\pi\Delta\mathbf{P} = \epsilon^{\text{lat}}(\omega)\mathbf{E}$ で定義される。この定義と(65)式と(67)式 から格子誘電関数は

$$\epsilon_{\alpha\beta}^{\text{lat}}(\omega) = \frac{4\pi e^2}{V} \sum_\lambda \frac{\tilde{Z}_{\lambda\alpha}\tilde{Z}_{\lambda\beta}}{\omega_\lambda^2 - \omega^2} \quad (68)$$

と表現できる。THz 領域の誘電関数 $\epsilon_{\alpha\beta}(\omega)$ は格子誘電関数 $\epsilon^{\text{lat}}(\omega)$ に電子誘電率 $\epsilon_{\alpha\beta}^\infty$ を加えたものである。

$$\epsilon_{\alpha\beta}(\omega) = \epsilon_{\alpha\beta}^\infty + \frac{4\pi e^2}{V} \sum_\lambda \frac{\tilde{Z}_{\lambda\alpha}\tilde{Z}_{\lambda\beta}}{\omega_\lambda^2 - \omega^2} \quad (69)$$

### 11.2.2.3 ベリ一位相分極[16, 17, 18]

ポルン有効電荷を得るにはまず、結晶の分極を求める必要がある。結晶の分極はイオンからの寄与 $\mathbf{P}_{ion}$ と価電子からの寄与  $\mathbf{P}_{el}$ とからなる。

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}_{ion} + \mathbf{P}_{el} \quad (70)$$

イオンからの寄与は

$$\mathbf{P}_{ion} = \frac{e}{\Omega} \sum_l Z_l R_l \quad (71)$$

である。結晶の分極の変化は

$$\Delta\mathbf{P} = \mathbf{P}^{(1)} - \mathbf{P}^{(0)} \quad (72)$$

$$P_\alpha^{(\lambda)} = \frac{ifq_e}{8\pi^3} \sum_{n=1}^M \int_{BZ} d\mathbf{k} \langle u_{kn}^{(\lambda)} | \partial / \partial k_\alpha | u_{kn}^{(\lambda)} \rangle \quad (73)$$

とあらわせる。ここで、 $\mathbf{k}_\perp$ は $\mathbf{G}_\parallel$ に垂直な面上のベクトルである。 $\mathbf{k}_\perp$ を通り、 $\mathbf{G}_\parallel$ に平行な長さ $|\mathbf{G}_\parallel|$ 線分を $J$ 分割する点列 $\mathbf{k}_j = \mathbf{k}_\perp + j\mathbf{G}_\parallel/J$  ( $j = 0, \dots, J-1$ )を考える。このとき、変数 $\phi_j^{(\lambda)}(\mathbf{k}_\perp)$ を以下のように定義する。

$$\phi_j^{(\lambda)}(\mathbf{k}_\perp) = \text{Im}\{\ln \Pi_{j=0}^{J-1} S^{(\lambda)}(\mathbf{k}_j, \mathbf{k}_{j+1})\} \quad (74)$$

$$S^{(\lambda)}(\mathbf{k}_j, \mathbf{k}_{j+1}) = \det(\langle u_{k_{jm}}^{(\lambda)} | u_{k_{j+1n}}^{(\lambda)} \rangle) \quad (75)$$

ここで、 $u_{k_{jn}} = e^{-i\mathbf{G}_\parallel \cdot \mathbf{r}} u_{k_{0n}}$ である。これは $J \rightarrow \infty$ のとき $\mathbf{k}_\perp$ を通る線分のベリ一位相となる。

$$\phi^{(\lambda)}(\mathbf{k}_\perp) = \lim_{J \rightarrow \infty} \phi_j^{(\lambda)}(\mathbf{k}_\perp) = -i \sum_{n=1}^M \int_0^{|\mathbf{G}_\parallel|} d\mathbf{k}_\parallel \langle u_{kn}^{(\lambda)} | \frac{\partial}{\partial \mathbf{k}_\parallel} | u_{kn}^{(\lambda)} \rangle \quad (76)$$

各  $\mathbf{k}$  点で独立に波動関数を計算したときにはベリ一位相以外の任意の位相ずれが許される。(77)式ではなく(76)式をもちいることにより、その位相ずれを打ち消すことができる。これより、分極の成分 $P_\parallel^{(\lambda)}$ は

$$P_\parallel^{(\lambda)} = -\frac{fq_e}{8\pi^3} \int_A d\mathbf{k}_\perp \phi^{(\lambda)}(\mathbf{k}_\perp) \quad (78)$$

とあらわせる。 $\mathbf{b}_i$ 方向に沿って求められたベリ一位相を $\phi_i^{(\lambda)}$ とすれば分極は

$$\mathbf{P}^{(\lambda)} = -\frac{fq_e}{\Omega} \sum_i \frac{a_i}{2\pi} \phi_i^{(\lambda)} \quad (79)$$

とあらわせる。

ウルトラソフト擬ポテンシャルを用いた場合は電荷欠損補正を行う必要がある。(75)式に現れる積

$\langle u_{k_{jm}}^{(\lambda)} | u_{k_{j+1n}}^{(\lambda)} \rangle$ は $\psi_{kn}^{(\lambda)}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{kn}^{(\lambda)}(\mathbf{r})$ を用いて、

$$M_{mn}(\mathbf{k}_j) = \langle \psi_{\mathbf{k}_j m}^{(\lambda)} | e^{-i\Delta\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} | \psi_{\mathbf{k}_j + \Delta\mathbf{k}, n}^{(\lambda)} \rangle \quad (80)$$

と表せる。ここで、 $\Delta\mathbf{k} = \mathbf{G}_{\parallel}/J$ である。ウルトラソフト擬ポテンシャルを用いた場合には電荷欠損を補うために(80)式の積の間に電荷密度演算子

$$K(\mathbf{r}) = |\mathbf{r}\rangle\langle\mathbf{r}| + \sum_l \sum_{ij} Q_{ij}^l(\mathbf{r}) |\beta_i^l\rangle\langle\beta_j^l| \quad (81)$$

を挿入しなければならない。ここで、 $l = \{R, \tau\}$ は原子位置を表すラベルである。

$$M_{mn}(\mathbf{k}_j) = \int d^3 r \langle \psi_{\mathbf{k}_j m}^{(\lambda)} | K(\mathbf{r}) e^{-i\Delta\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} | \psi_{\mathbf{k}_j + \Delta\mathbf{k}, n}^{(\lambda)} \rangle \quad (82)$$

(82)式から求まる(80)式に対する補正項を $M_{mn}^{\text{US}}(\mathbf{k})$ とする。

$$M_{mn}^{\text{US}}(\mathbf{k}) = \sum_l \sum_{ij} \int d^3 r Q_{ij}^l(\mathbf{r}) e^{-i\Delta\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \langle \psi_{\mathbf{k}m}^{(\lambda)} | \beta_i^l \rangle \langle \beta_j^l | \psi_{\mathbf{k} + \Delta\mathbf{k}, n}^{(\lambda)} \rangle \quad (83)$$

$$= \sum_{\tau} \sum_{ij} \int d^3 r q_{ij}^{\tau}(\mathbf{r}) e^{-i\Delta\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} F_i^{\tau*}(m, \mathbf{k}) F_j^{\tau}(n, \mathbf{k} + \Delta\mathbf{k}) \quad (84)$$

最後の式は波動関数を平面波展開した場合( $\psi_{\mathbf{k}n}^{(\lambda)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\Omega} \sum_{\mathbf{G}} c_{\mathbf{k}n, \mathbf{G}}^{(\lambda)} e^{i(\mathbf{k} + \mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}$ )の表現であり、

$$Q_{ij}^l(\mathbf{r}) = q_{ij}^{\tau}(\mathbf{r} - \boldsymbol{\tau} - R) \quad (85)$$

$$\beta_i^l(\mathbf{r}) = \beta_i^{\tau}(\mathbf{r} - \boldsymbol{\tau} - R) \quad (86)$$

$$F_i^{\tau}(n, \mathbf{k}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{G}} \int d^3 r \beta_i^{\tau}(\mathbf{r}) e^{i(\mathbf{k} + \mathbf{G})\cdot\mathbf{r}} e^{i\mathbf{G}\cdot\boldsymbol{\tau}} c_{\mathbf{k}n, \mathbf{G}}^{(\lambda)} \quad (87)$$

$$\langle \beta_i^l | \psi_{\mathbf{k}n}^{(\lambda)} \rangle = e^{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{R} + \boldsymbol{\tau})} F_i^{\tau}(n, \mathbf{k}) \quad (88)$$

といった関係式を用いて格子和が取り除かれている。 $\psi_{\mathbf{k} + \mathbf{G}, n}^{(\lambda)} = \psi_{\mathbf{k}n}^{(\lambda)}$ なので、 $\langle \beta_i^l | \psi_{\mathbf{k}n}^{(\lambda)} \rangle = \langle \beta_i^l | \psi_{\mathbf{k} + \mathbf{G}, n}^{(\lambda)} \rangle$ が成り立つ。(88)式を適用すれば、 $F_i^{\tau}(n, \mathbf{k} + \mathbf{G})$ と $F_i^{\tau}(n, \mathbf{k})$ の関係が導ける。

$$F_i^{\tau}(n, \mathbf{k} + \mathbf{G}) = e^{-i\mathbf{G}\cdot\boldsymbol{\tau}} F_i^{\tau}(n, \mathbf{k}) \quad (89)$$

したがって、 $F_i^{\tau}(n, \mathbf{k}_j)$ は $F_i^{\tau}(n, \mathbf{k}_0)$ に位相因子 $e^{-i\mathbf{G}_{\parallel}\cdot\boldsymbol{\tau}}$ をかかけたものに等しい。

$$F_i^{\tau}(n, \mathbf{k}_j) = e^{-i\mathbf{G}_{\parallel}\cdot\boldsymbol{\tau}} F_i^{\tau}(n, \mathbf{k}_0) \quad (90)$$

### 11.2.2.4 ボルン有効電荷

結晶中のある原子のボルン有効電荷テンソル $\mathbf{Z}^*$ はその原子の変位 $\mathbf{u}$ によって生じた分極の変化 $\Delta\mathbf{P}$ とその変位との比例係数として定義される。

$$\Delta\mathbf{P} = -\frac{q_e}{\Omega}\mathbf{Z}^*\mathbf{u} \quad (91)$$

(70),(71),(79)を用いると、ボルン有効電荷は

$$\mathbf{Z}_{\alpha\beta}^* = -\frac{\Omega}{q_e}\frac{\partial P_\alpha}{\partial u_\beta} \quad (92)$$

$$= Z_{ion}\delta_{\alpha\beta} + \sum_i \frac{f}{2\pi} a_{i\alpha} \cdot \frac{\partial \phi_i(u_\beta \hat{\beta})}{\partial u_\beta} \quad (93)$$

と表現できる。ここで、 $\mathbf{a}_i$ は基本並進ベクトルであり、 $\phi_i(\mathbf{u})$ は逆格子ベクトル $\mathbf{b}_i$ の方向に線積分を行った場合の原子変位 $\mathbf{u}$ によるベリー位相である。ベリー位相の原子変位による微分は $\frac{\partial \phi_i(u_\beta \hat{\beta})}{\partial u_\beta}$ は差分近似で求める。原子変位 $\Delta u_\beta$ によるベリー位相の変化を $\Delta\phi_i$ とすると、

$$\frac{\partial \phi_i(u_\beta \hat{\beta})}{\partial u_\beta} = \frac{\Delta\phi_i}{\Delta u_\beta} \quad (94)$$

のように求める。

結晶の中の原子は空間群の対称操作を行なうと等価な位置に移る。原子を動かさない対称操作の組から生成される点群がその原子の位置対称性をあらわす。有効電荷テンソルは位置対称性にしたがいゼロでない成分が決まる。位置対称性の対称操作を $R_s$ とすれば、ボルン有効電荷 $\mathbf{Z}^*$ は

$$\mathbf{Z}^* = \frac{1}{N} \sum_s R_s \mathbf{Z}^* R_s^{-1} \quad (95)$$

を満たさなければならない。ここで、 $N$ は対称操作の数である。

等価原子のボルン有効電荷テンソルは等価原子に移す対称操作 $\{R|\mathbf{T}\}$ を作用させて求めることができる。

$$\mathbf{Z}_j^* = R\mathbf{Z}_i^*R^{-1} \quad (96)$$

$$\mathbf{r}_j = R\mathbf{r}_i + \mathbf{T} \quad (97)$$

ボルン有効電荷テンソルには零総和則があり、単位胞内の原子のボルン有効電荷 $\mathbf{Z}_i^*$ の和をとるとゼロにならない。[19]

$$\sum_i \mathbf{Z}_i^* = 0 \quad (98)$$

$\mathbf{k}$  点数や平面波数に関する収束が不十分であると、ボルン有効電荷の零総和則が満たされなくなる。ボルン有効電荷の平均値

$$\bar{\mathbf{Z}}^* = \frac{1}{N_a} \sum_{i=1}^{N_a} \mathbf{Z}_i^* \quad (99)$$

を求め、ボルン有効電荷 $\mathbf{Z}_i^*$ からボルン有効電荷の平均値 $\bar{\mathbf{Z}}^*$ を差し引くことで補正されたボルン有効電荷 $\mathbf{Z}_i^{*,new}$ を求めることができる。

$$\mathbf{Z}_i^{*,new} = \mathbf{Z}_i^* - \bar{\mathbf{Z}}^* \quad (100)$$

### 11.2.2.5 格子振動解析

格子振動解析の理論説明は 5.2.1 の振動解析の説明を参照されたい。



### 11.2.2.6 圧電応答

物質が歪むことにより、応力が発生する。歪みがわずかであれば、フックの法則が成り立ち、次式のように弾性定数 $c_{ijkl}$ を用いて応力 $\sigma_{ij}$ と歪み $\epsilon_{kl}$ が結びつけられる。

$$\sigma_{ij} = \sum_{kl} c_{ijkl} \epsilon_{kl} \quad (101)$$

ここで、 $i, j, k, l$ はデカルト座標のインデックス $x, y, z$ または $1, 2, 3$ である。誘電率が $\epsilon_{ij}$ の物質では電場 $E_j$ と分極 $P_i$ の間に次の関係が成り立つ。

$$P_i = \sum_j \frac{\epsilon_{ij} - \delta_{ij}}{4\pi} E_j \quad (102)$$

歪み $\epsilon_{kl}$ と電場 $E_j$ が混在した場合は、式(101)には電場による項が加わり、式(102)には歪みによる項が加わる。圧電定数 $e_{i,kl}$ はひずみによる分極の変化率として定義される。

$$e_{i,kl} = \left( \frac{\partial P_i}{\partial \epsilon_{kl}} \right) \quad (103)$$

これより、(102)式は次のように修正される。

$$P_i = \sum_{kl} e_{i,kl} \epsilon_{kl} + \sum_j \frac{\epsilon_{ij} - \delta_{ij}}{4\pi} E_j \quad (104)$$

歪み $\epsilon_{kl}$ と応力 $\sigma_{kl}$ のインデックス $kl$ は短縮した表現 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ で記述されることがある。その対応を下記に示す。

|      |    |    |    |    |    |    |
|------|----|----|----|----|----|----|
| $kl$ | 11 | 22 | 33 | 23 | 31 | 12 |
| 短縮表現 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |

以降の説明でも、適宜この表現を用いる。

次に電場による応力変化の表式を熱力学的考察により導く。分極の微小変化 $dP_i$ によるエネルギー変化は $\sum_i E_i dP_i$ である。歪みの微小変化 $d\epsilon_{kl}$ によるエネルギー変化は $\sum_{kl} \sigma_{kl} d\epsilon_{kl}$ である。これらの和が自由エネルギー $F(T, \epsilon, P)$ の変化である。

$$dF = \sum_i E_i dP_i + \sum_{kl} \sigma_{kl} d\epsilon_{kl} \quad (105)$$

これに分極と電場との相互作用エネルギー $W = -\sum_i P_i E_i$ の変化 $dW$ を加えてルジャンドル変換を行い、外場を含む自由エネルギー $F^*(T, \epsilon, E)$ の変化が求まる。

$$dF^* = dF + dW \quad (106)$$

$$= -\sum_i P_i dE_i + \sum_{kl} \sigma_{kl} d\epsilon_{kl} \quad (107)$$

これより、

$$\left( \frac{\partial F}{\partial E_i} \right) = -P_i \quad (108)$$

$$\left( \frac{\partial F}{\partial \epsilon_{kl}} \right) = \sigma_{kl} \quad (109)$$

であるから、次の関係が導かれる。

$$\left( \frac{\partial \sigma_{kl}}{\partial E_i} \right) = -\left( \frac{\partial P_i}{\partial \sigma_{kl}} \right) = -e_{i,kl} \quad (110)$$

$$\quad \quad \quad (111)$$

これより、(101)式は次のように修正される。

$$\sigma_{ij} = \sum_{kl} c_{ijkl} \epsilon_{kl} - \sum_k e_{k,ij} E_k \quad (112)$$

(104)式から電束密度は

$$D_i = 4\pi \sum_{kl} e_{i,kl} \epsilon_{kl} + \sum_j \epsilon_{ij} E_j \quad (113)$$

となる。この式と(112)式をあわせて圧電基本式という。

### 11.2.2.7 圧電応答のベリー一位相理論[22]

(103)式によって定義される圧電定数はインプロパー圧電定数 $e_{i,kl}$ と呼ばれる。これとは違いプロパー圧電定数

$\tilde{e}_{i,kl}$ は、歪み速度 $\dot{\epsilon}_{kl} = \frac{d\epsilon_{kl}}{dt}$ による電流密度 $J_i$ の変化率として与えられる。

$$\tilde{e}_{i,kl} = \frac{\partial J_i}{\partial \dot{\epsilon}_{kl}} \quad (114)$$

インプロパー圧電定数 $e_{i,kl}$ とプロパー圧電定数 $\tilde{e}_{i,kl}$ の間には次の関係が成り立つ。

$$\tilde{e}_{i,kl} = e_{i,kl} + \delta_{kl} P_i - \delta_{ik} P_l \quad (115)$$

ベリー一位相分極理論によれば、電子からの結晶分極への寄与を波動関数をもとに計算することが可能である。ここでは、次式で与えられるように、ベリー一位相を定義する。

$$\phi_\alpha^{el} = \frac{8\pi^3}{V} \sum_n \int_{BZ} d^3k \langle u_{nk} | -i\mathbf{b}_\alpha \cdot \nabla_{\mathbf{k}} | u_{nk} \rangle \quad (116)$$

$\alpha$ は逆格子ベクトル $\mathbf{b}_\alpha$ のインデックス 1,2,3 を表す。 $u_{nk}$ は波動関数の周期的部分であり、 $\mathbf{n}$ はバンドインデックスであり、 $\mathbf{k}$ は波数ベクトルである。 $V$ は結晶の体積であり、積分記号の添え字 **BZ** はブリュアンゾーン内で積分することを表す。このとき、ベリー一位相分極 $\mathbf{P}_{el}$ は次式の様にあたえられる。

$$\mathbf{P}_{el} = -\frac{1}{2\pi V} \sum_\alpha \phi_\alpha^{el} \mathbf{a}_\alpha \quad (117)$$

ここで、 $\mathbf{a}_\alpha$ は基本並進ベクトルである。結晶分極のイオンからの寄与は次式のように与えられる。

$$\mathbf{P}_{ion} = -\frac{e}{V} \sum_\alpha Z_l R_l \quad (118)$$

$Z_l$ はイオンの電荷であり、 $R_l$ はイオンの位置ベクトルである。ここで、位相 $\phi_\alpha^{ion} = -\sum_l \mathbf{b}_\alpha \cdot \mathbf{R}_l$ を定義する。これとベリー一位相 $\phi_\alpha^{el}$ を加え合わせた位相を $\phi_\alpha$ とする。これを用いて、結晶分極 $\mathbf{P}$ は次のように書き表せる。

$$\mathbf{P} = -\frac{1}{2\pi V} \sum_\alpha \phi_\alpha \mathbf{a}_\alpha \quad (119)$$

この結晶分極 $\mathbf{P}$ を歪みで微分したものはインプロパー圧電定数を与えることを示せる。ベリー一位相分極は $\frac{e}{V} \mathbf{a}_\alpha$ の整数倍の不定性を持ち、そのためインプロパー圧電定数は一意に定まらない。しかし、プロパー圧電定数は一意に定まることが示せる。プロパー圧電定数の表式((120)式)は(119)式を(115)式に代入して求める。

$$\tilde{e}_{i,kl} = -\frac{1}{2\pi V} \sum_\alpha \frac{\partial \phi_\alpha}{\partial \epsilon_{kl}} \mathbf{a}_{\alpha,i} \quad (120)$$

### 11.2.2.8 圧電定数の計算方法

結晶の内部座標 $u_j$ を固定して圧電定数を(120)式に従い計算したとき、その圧電定数をクランプドイオン近似プロパー圧電定数と呼ぶ。このとき位相 $\phi_\alpha$ はベリー一位相としてよい。クランプドイオン近似プロパー圧電定数は次式の様に表示される。

$$\tilde{e}_{i,kl}^{(0)} = \left. \frac{\partial P_i}{\partial \epsilon_{kl}} \right|_{u_j=u_j^{(0)}} \quad (121)$$

ここで、 $u_j^{(0)}$ は歪みの無いとき内部座標を表す。結晶が歪んだときに内部座標が変化する効果を取り込むには、内部歪みパラメータ $-\frac{\partial u_j}{\partial \epsilon_{kl}}$ とボルン有効電荷 $Z_l^* = \frac{V}{e} \frac{\partial P}{\partial R_l}$ に比例する量 $\frac{\partial P_i}{\partial u_j}$ を計算し、その積をクランプドイオン近似プロパー圧電定数に加えればよい。

$$\tilde{e}_{i,kl} = \tilde{e}_{i,kl}^{(0)} + \sum_j \frac{\partial P_i}{\partial u_j} \frac{\partial u_j}{\partial \epsilon_{kl}} \quad (122)$$

内部ひずみパラメータは力定数 $\Phi_{m\alpha,j} = \frac{\partial F_{m\alpha}}{\partial u_j}$ とひずみ-力結合定数 $C_{m\alpha,kl} = \frac{\partial F_{m\alpha}}{\partial \epsilon_{kl}}$ を用いて表せる。

$$\frac{\partial u_j}{\partial \epsilon_{kl}} = \sum_{m\alpha} \frac{\partial u_j}{\partial F_{m\alpha}} \frac{\partial F_{m\alpha}}{\partial \epsilon_{kl}} \quad (123)$$

力定数は振動数と固有ベクトルを用いて表現できるので、(122)式の右辺第二項は次のように表すことができる。

$$\frac{e}{V} \sum_{\lambda} \frac{\tilde{Z}_{\lambda i} \tilde{C}_{\lambda,kl}}{\omega_{\lambda}^2} \quad (124)$$

ここで、振動モードのひずみ-力結合定数を

$$\tilde{C}_{\lambda,kl} = \frac{1}{\sqrt{m_i}} \sum_{i\beta} C_{i\beta,kl} \xi_{\lambda i\beta} \quad (125)$$

と定義した。

## 11.3 UVSOR-Epsilon

### 11.3.1 ファイルの設定

Epsilon は、PHASE/EKCAL と同様に、ファイル設定を `file_names.data` で行う。以下に Epsilon の `file_names.data` の例を示す。

```
&fname
F_INP = './nfinput.data'
F_POT(1) = '../PP/atom_14_Si_lda_nc_bhs.gncpp2'
F_ENERG = './nfenerg.data'
F_ZAJ = './zaj.data'
F_CHGT = '../scf/nfchgt.data'
F_CNTN = './continue.data'
F_EPSOUT = './eps.data1'
&end
```

`file_names.data` の設定法は PHASE/EKCAL の場合 [6] と同じであるが、以下の点に注意する。

1. 入力ファイルを `F_INP` に指定する。Epsilon の入力ファイルは EKCAL の入力ファイルに誘電率計算用の `epsilon` タグを追加したものである。`epsilon` タグの設定については 11.3.2.3 を参照。
2. PHASE 計算により得られた電子密度ファイルを `F_CHGT` に指定する。
3. 誘電関数の計算結果を出力するファイルを `F_EPSOUT` に指定する。

### 11.3.2 入力データの設定

入力ファイル (`F_INP`) ファイルの設定は、EKCAL の入力設定 [6] に Epsilon 用の設定を追加して行う。Epsilon の入力設定項目について説明する。

#### 11.3.2.1 Control ブロック

control ブロックにおいて、`condition = 2` あるいは `condition=fixed_charge` とする。局所ポテンシャルが軌道ポテンシャルである TM 型擬ポテンシャルを用いる場合、`use_additional_projector = on` とする必要がある。Control ブロックの設定例を以下に示す。

```
Control{
 condition=fixed_charge
 cpumax = 1 day ! {sec|min|hour|day}
 max_iteration = 60000
 use_additional_projector=on ! {on|off}
}
```

この例では `use_additional_projector=on` としている。ポテンシャルの種類が不明なときには `use_additional_projector` を on にする。

#### 11.3.2.2 accuracy ブロック

accuracy ブロックで設定が必要な項目は、`num_bands` (バンド数)、`ksampling` (k 点セットの指定) 及び `ek_convergence` (バンド計算の収束条件) である。これらの項目の詳細は 2 章などに記述がある。

一般論としては、バンド数をできるだけ多く、k 点数をできるだけ多くすることが望ましいが、現実的には、1 電子あたりの振動子強度の総和 [7] が 0.7 を越えるように、バンド数及び k 点セットを設定すればよい。振動子強度の総和については、11.3.4.3 において説明する。

`ek_convergence` では、`delta_eigenvalue` 及び `succession` の設定を行う。`delta_eigenvalue` 及び `succession` の推奨値は以下の通り。

表 11.1 `ek_convergence` 設定の推奨値

| 材料系    | delta_eigenvalue(Rydberg) | succession |
|--------|---------------------------|------------|
| 絶縁体    | 1.e-4                     | 3          |
| 半導体・金属 | 1.e-6                     | 3          |

### 11.3.2.3 epsilon ブロック

epsilon ブロックにおいて、誘電関数の計算方法を指定する。以下に epsilon タグの例及びその設定方法を示す。

■ は必須の部分、■ の部分はオプション使用時に必須となる部分、他の部分は省略可能な部分である。

```
epsilon {
 sw_epsilon = on ! {on|off}
 crystal type = single ! {single|poly}
 fermi_energy{
 read efermi = off ! {on|off}
 efermi = 0.000
 }
 photon{
 polar {ux=1.00, uy=0.00, uz=0.00}
 pointing {px=0.00, py=0.00, pz=0.00}
 energy {low=0.000, high=2.000, step=0.002}
 }
 transition_moment{
 type = ks ! {l|rn|ks|mks}
 delq = 0.001
 symmetry = on ! {on|off}
 band_i=1
 band_f=5
 }
 mass {
 sw_mass = on ! {on|off}
 direction{nx = 0.0, ny = 0.0, nz = 0.0}
 point = band_edge ! {band_edge|input}
 shift = 1.0d-4
 ik = 1
 ib = 5
 }
 BZ_integration {
 method = t ! {parabolic(p)|gaussian(g)|tetrahedron(t)}
 spin = both ! {both|major|minor}
 }
 band_gap_correction{
 scissor_operator=0.00d0
 }
 drude_term{
 drude= off ! {on|off|drude_only}
 effective_mass = 1.0d0
 damping_factor =
 conductivity =
 plasma_frequency =
 }
 nonlinear_optics {
 process = off ! {off|shg|thg}
 excitation = all ! {all|electron|hole|three_state}
 band = all ! {all|inter|intra}
 term = all ! {all|omega|2omega|3omega}
 double_resonance{
 method = damping !{omit|damping}
 cut off = 10.0d-3 hartree
 }
 }
}
```

```

 }
 }
 ipriepsilon=1
}

```

### 11.3.2.4 sw\_epsilon

機能：誘電関数の計算スイッチである。

オプション = on : 計算を行う

= off : 計算を行わない

効果 off とした場合、EKCAL として機能する (バンド構造の計算のみ行う)。

### 11.3.2.5 crystal\_type

機能：結晶タイプの指定

オプション = single : 単結晶

= poly : 多結晶

poly を指定した場合、誘電率の異方性は平均化されているとみなし、単結晶の平均誘電率  $\epsilon = (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz})/3$  を計算する。

### 11.3.2.6 fermi\_energy

機能：フェルミレベルを指定する

パラメータ read\_fermi

オプション = on : フェルミレベルを指定する

= off : フェルミレベルを指定しない (計算する)

efermi = : フェルミレベルの値を指定する (read\_fermi = on 時)  
(Hartree 単位で指定)

e.g. efermi = 0.124 (0.124 Hartree)

効果：read\_fermi = on とすることにより、計算時間を短縮できる

注意：半導体および絶縁体の場合にのみ有効。

### 11.3.2.7 photon

機能：電磁波状態 (偏光状態およびエネルギーレンジ) の指定

polar : 直線偏光の分極ベクトルを指定する。

パラメータ ux = : 偏光ベクトルの x 成分 (任意単位)

uy = : 偏光ベクトルの y 成分 (任意単位)

uz = : 偏光ベクトルの z 成分 (任意単位)

e.g. polar{ux = 1.0, uy = 0.0, uz = 0.0} は、x 軸方向に直線偏光した電磁波を指定する。

pointing: 非偏光のポインティングベクトルを指定する。

パラメータ px = : ポインティングベクトルの x 成分 (任意単位)

py = : ポインティングベクトルの y 成分 (任意単位)

pz = : ポインティングベクトルの z 成分 (任意単位)

e.g. pointing {px = 1.0, py = 0.0, pz = 0.0} は、x 軸方向に進行する非偏光電磁波を指定する。

energy: 電磁波のエネルギーを指定する。

パラメータ high : エネルギー上限値 (Hartree 単位、デフォルト値 2.0)

step : エネルギーステップ (Hartree 単位、デフォルト値 0.002)

効果：指定された電磁波に対する誘電関数および光学スペクトル（屈折率、吸収係数、反射率）が計算される。

注意：i) 分極ベクトルのいずれかの成分が零でない場合、直線偏光が指定される。

ii) ポインティングベクトルのいずれかの成分が零でない場合、非偏光が指定される

iii) 分極ベクトルとポインティングベクトルを同時に指定することはできない。

iv) 分極ベクトルおよびポインティングベクトルの全ての成分が零である場合、

誘電テンソル成分（ $xx$ ,  $yy$ ,  $zz$ ,  $xy$ ,  $xz$ ,  $yz$ ）が出力される。光学スペクトルは出力されない。

### 11.3.2.8 transition\_moment

機能：遷移モーメント計算オプションの指定

パラメータ `type`：遷移モーメント補正方法の指定

オプション = 1 : local 型遷移モーメント（補正なし）（デフォルト）

= rn : Read and Needs 型遷移モーメント補正 [2,3]  
（ノルム保存型擬ポテンシャル対応）

= ks : Kageshima-Shiraishi (KS) 型遷移モーメント補正 [4]  
（ノルム保存及びウルトラソフト擬ポテンシャル対応）

`delq` = : Read and Needs (RN) 型遷移モーメント補正のパラメータ [3]  
（デフォルト値 0.001）

`symmetry`：遷移モーメントの対称化オプションの指定

オプション = on : 対称化を行う

= off : 対称化を行わない

`band_i` = : 価電子バンドの指定

`band_f` = : 伝導バンドの指定

効果：a) 遷移モーメントの補正方法を適切に指定することにより、全電子計算と同じ誘電関数を得ることができる。

b) `band_i` = a 及び `band_f` = b とした場合、a → b のバンド遷移に起因する誘電関数が計算され、誘電関数のバンド分割を行うことができる。

注意 i) KS 型遷移モーメント補正を行う場合、KS 補正因子を含む擬ポテンシャルファイル（`gncpp2` 形式）を用いる必要がある。補正因子を含むファイルは、CIAO のダイポールオプション（`sw_with_dipole`）を用いて作成できる。詳細は、CIAO のマニュアル [10] 参照のこと。

ii) 局所ポテンシャルが軌道ポテンシャルである TM 型擬ポテンシャルを用いて KS 型遷移モーメント補正を行う場合、`additional_projector` を使用をする必要がある。

iii) RN 型補正は、ノルム保存型擬ポテンシャルに対してのみ有効である。補正項は Pickard and Payne の方法 [12] により計算している。`delq` 値は補正項計算に必要な差分パラメータである。

iv) 結晶対称性を考慮した計算では、`symmetry=on` とすることがのぞましい。

v) 誘電関数のバンド分割を行わない場合、`band_i` 及び `band_f` は省略する。

### 11.3.2.9 mass

機能：電子あるいは正孔有効質量の計算

パラメータ `sw_mass`：計算スイッチ

オプション = on : 計算を行う

= off : 計算を行わない

`direction`：有効質量の方位を指定する

パラメータ `nx`, `ny`, `nz`：方位（デフォルト値 0.0）





オプション = on: ドルード項+バンド間遷移に起因する誘電関数を計算する。  
 = off: バンド間遷移にのみ起因する誘電関数を計算する。(デフォルト)  
 = drude\_only: ドルード項にのみ起因する誘電関数を計算する。  
 effective\_mass = : 有効質量の指定 (電子質量単位)  
 damping\_factor = : ドルード damping factor の指定 (Hartree 単位)  
 (デフォルト値=0.0036749 Hartree (=0.1eV))  
 conductivity = : 電気伝導度の指定 (m/Ω)  
 plasma\_frequency = : プラズマ振動数の指定 (Hartree 単位)

効果: 金属のドルード項を考慮した誘電関数計算を行う

注意: i) 金属の場合にのみ有効である

ii) damping\_factor、conductivity、及び plasma\_frequency はいずれかひとつを指定できる。

iii) damping\_factor パラメータを指定しない場合、デフォルト値(0.0036749 Hartree)が適用される。

### 11.3.2.13 nonlinear\_optics

機能: 非線形光学感受率の計算

パラメータ process: 非線形光学過程の指定

オプション = off: 感受率の計算を行わない(デフォルト)

= shg: 第2高調波発生の感受率計算を行う

= thg: 第3高調波発生の感受率計算を行う

excitation: 仮想励起プロセスの指定

オプション = all: 全ての励起プロセスの感受率を計算する(デフォルト)

= electron: 電子励起プロセスの感受率を計算する

= hole: 正孔励起プロセスの感受率を計算する

=three\_state: 3 順位励起プロセスの感受率を計算する

band: バンド遷移の指定

オプション = all: 全バンド遷移の感受率を計算する(デフォルト)

= inter: バンド間遷移の感受率を計算する

= intra: バンド内遷移の感受率を計算する

term: 共鳴項の指定

オプション = all: 全共鳴項を考慮(デフォルト)

= omega: 基本波に対する共鳴項を考慮する

= 2omega: 第2高調波に対する共鳴項を考慮する

= 3omega: 第3高調波に対する共鳴項を考慮する

double\_resonance: 2重共鳴の扱いに関する指定

パラメータ method: 2重共鳴項の取り扱い方法を指定する

オプション = omit: 共鳴項を無視する(デフォルト)

= damping: 共鳴項をダンピングする

cut\_off: 2重共鳴判定カットオフ(method = omit 指定時)

ダンピングファクター(method = damping 指定時)

デフォルト値: 10.0d-3 hatree

効果: 非線形光学感受率が計算される。

注意: i) ブリルアン・ゾーン積分法は、Bz\_integration (2.10 参照)で指定する。THG 計算では、linear tetrahedron 法は使用できない。

ii) read\_efermi = off が自動設定される (4.2.6 参照)

- iii) 感受率の定量的な計算には、scissors operator の指定 (7.2.11) が必要
- iv) 仮想励起及びバンド内遷移の意味は、文献 21 を参照

#### 11.3.2.14 ipriepsilon

機能：プリントオプションの指定

オプション =0 : 簡略レベル  
 =1 : 標準レベル (デフォルト)  
 =2 : 詳細レベル  
 =3 : デバックレベル

効果：出力レベルを制御する。

注意：デバックレベルは出力データ量が非常に大きくなるので注意。

### 11.3.3 計算の実行

#### 11.3.3.1 電荷密度の計算

Epsilon 計算は EKCAL と同様固定電荷の計算を行うので、電子密度ファイルが必要である。電子密度ファイルは、PHASE による電子密度の計算を行うと出力されるので、まずは PHASE による通常の計算を実行する。

Epsilon 計算を行うためには、電子密度ファイルを指定する必要がある。この指定は、file\_names.data において F\_CHGT 識別子を利用して行う。たとえば、電子密度ファイルが一階層上のディレクトリにおいて行われていた場合 file\_names.data は次のように記述すればよい。

```
&fnames
F_POT(1) = ...
F_CHGT = '../nfchgt.data'
/
```

#### 11.3.3.2 誘電関数の計算

以下のコマンドを実行することにより、Epsilon が実行される。

```
% mpirun -np 1 PATH TO PHASE0/bin/epsmain >& log &
```

並列計算を行う場合には、以下のコマンドを実行する。プロセッサの数を nproc で指定する。並列計算を行うにはあらかじめ MPI をインストールしておく必要がある。

```
% mpirun -np nproc PATH TO PHASE0/bin/epsmain >& log &
```

#### 11.3.3.3 有効質量の計算

Epsilon 計算を行うディレクトリに電子密度ファイルをコピーし、同ディレクトリ中にある file\_names.data において F\_CNGT に指定する。入力ファイル nfinput.data における epsilon タグにおいて、有効質量計算に必要な入力を行う。

入力例 1：価電子帯端での電子有効質量テンソルの計算

```
mass{
 sw_mass = on ! {on|off}
 direction {nx = 0.0, ny = 0.0, nz = 0.0}
 point = band_edge ! {band_edge|input}
 shift = 1.0d-4
}
```

入力例 2 : 伝導帯端での正孔有効質量((100)方向)の計算

```
mass{
 sw_mass = on ! {on|off}
 direction {nx = 1.0, ny = 0.0, nz = 0.0}
 point = band_edge ! {band_edge|input}
 shift = 1.0d-4
}
```

以下のコマンドを実行することにより、Epsilon が実行される。

```
% mpirun -np 1 PATH_TO_PHASE0/bin/epsmain >& log &
```

### 11.3.3.4 非線形光学感受率の計算

Epsilon 計算を行うディレクトリに電子密度ファイルをコピーし、同ディレクトリ中にある file\_names.data において F\_CNGT に指定する。入力ファイル nfinput.data における nonlinear\_optics において、必要な入力を行う。

以下のコマンドを実行することにより、Epsilon が実行される。

```
% mpirun -np 1 PATH_TO_PHASE0/bin/epsmain >& log &
```

## 11.3.4 計算結果の解析

計算結果の解析は、(1)遷移モーメントの計算状況、(2)電子状態、(3)振動子強度の総和則を確認して行う。これらの項目の確認は、誘電関数の計算結果が妥当であるかどうか確認する上で重要である。

### 11.3.4.1 遷移モーメントの計算状況

標準出力が output000 である場合、以下のコマンドを実行することにより、遷移モーメントの計算状況を確認できる。全ての k 点において遷移モーメントが計算されているかどうか確認することが必要である。

```
% grep transition output000
```

```
!* transition moment correction = Kageshima and Shiraishi method (1)
!* transition moment square matrix is symmetrized (2)
! PP transition moment correction data : it = 1 number of data read from PP file = 18
!* ----- transition moment of 1 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 2 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 3 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 4 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 5 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 6 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 7 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 8 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 9 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 10 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon ----- (3)
!* ----- transition moment of 11 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 12 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 13 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 14 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 15 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 16 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 17 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 18 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* ----- transition moment of 19 -th k-point is calculated by UVSOR-Epsilon -----
!* transition moment of all k-points is calculated (4)
!* ----- weighted transition moment square of each k-point in irreducible Brillouin zone -----
integration of all possible band transitions (5)
!* tetrahedron integration of transition moment square over Brillouin zone (6)
```

各項目の意味は以下の通りである。

- (1) Kageshima-Shiraishi (KS) 型遷移モーメント補正を用いている
- (2) 遷移モーメントは結晶の対称性を反映している (transition\_moment/symmetry = on である)
- (3) 各 k 点での電子遷移モーメント計算状況
- (4) 全ての k 点が収束している
- (5) 可能なすべての電子遷移を積分して誘電関数を計算する
- (6) 積分はリニアテトラヘドロン法を用いている

### 11.3.4.2 電子状態

各 k 点での遷移モーメントが計算された後、電子状態に関する状況が出力される

```
----- list of band type and occupation -----
ispin band type occupation
 1 1 filled 1.00000
 1 2 filled 1.00000
 1 3 filled 1.00000
 1 4 filled 1.00000
 1 5 unfilled 0.00000
 1 6 unfilled 0.00000
 1 7 unfilled 0.00000
 1 8 unfilled 0.00000
 1 9 unfilled 0.00000 (7)
 1 10 unfilled 0.00000
 1 11 unfilled 0.00000
 1 12 unfilled 0.00000
 1 13 unfilled 0.00000
 1 14 unfilled 0.00000
 1 15 unfilled 0.00000
 1 16 unfilled 0.00000
 1 17 unfilled 0.00000
 1 18 unfilled 0.00000

----- list of band numbers for each spin -----

ispin = 1 filled half-filled unfilled number of electrons
 4 0 14 4.00000 (8)

total number of electron in the system = 4.00000
The system is insulating or semiconducting (9)
```

(7) 各バンドのタイプ (filled: 被占バンド; half-filled: 金属バンド; unfilled: 空バンド) 及び電子占有数

(8) 各タイプのバンド数及び全電子数

(9) 対象系は、絶縁体あるいは半導体

### 11.3.4.3 振動子強度の総和則[20]

Thomas-Reiche-Kuhn's sum rule は、任意の体系において、全ての可能な励起に付随する振動子強度を足し合わせると、その値は1電子あたり1となることを主張する。実際のバンド計算では、有限のバンド数を用いて計算を行っているため、この sum rule が厳密に満たされることはない。しかし、sum rule は計算がどの程度現実の状況を反映しているかを表す指標となる。Epsilon は振動子強度の総和を計算する機能を有し、その値を出力する。

標準出力ファイルが output000 である場合、以下のコマンドを実行すると、振動子強度の総和値が画面に出力される。

```
% grep oscillator output000
```

```
!* sum of weighted oscillator strength of k-points in irreducible Brillouin zone = 0.91165
```

```
!* oscillator strength per electron = 0.91165
```

これはSi (num\_bands=18; k 点セット=メッシュ法 (4x4x4)) の場合の計算値である。振動子強度の総和の値は約 0.9 であり、sum-rule が比較的良く満たされていることがわかる。num\_bands の値を増やすことにより振動子強度の総和は 1 に近づくが、経験的には、総和が 0.7 を越えていれば誘電関数は、ほぼ収束している場合が多い。

### 11.3.4.4 誘電関数の計算結果

計算により得られた計算結果は、file\_names.data において EPS\_OUTPUT に指定したファイルに出力される。以下の結果は、バルク Si 誘電関数の計算例である。

| Dielectric Function |           |                | Optical Properties |         |                    |         |
|---------------------|-----------|----------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| (1)                 | (2)       | (3)            | (4)                | (5)     | (6)                | (7)     |
| Photon Energy (eV)  | Real Part | Imaginary Part | n                  | k       | abs (in 10**8 m-1) | R       |
| 0.00000             | 13.90891  | 0.00000        | 3.72946            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33307 |
| 0.05442             | 13.91137  | 0.00000        | 3.72979            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33310 |
| 0.10885             | 13.91876  | 0.00000        | 3.73079            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33320 |
| 0.16327             | 13.93110  | 0.00000        | 3.73244            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33337 |
| 0.21769             | 13.94843  | 0.00000        | 3.73476            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33361 |
| 0.27211             | 13.97078  | 0.00000        | 3.73775            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33392 |

(以下略)

各カラムの意味は以下の通り。

- (1) 電磁波のエネルギー (2) 誘電関数(実部) (3) 誘電関数(虚部)  
 (4) 屈折率(実部) (5) 屈折率(虚部) (6) 吸収係数 (7) 反射スペクトル

電磁波の分極ベクトル及びポインティングベクトルの成分を全て 0 として、誘電テンソルを出力した場合には、以下の出力が得られる。

| Dielectric Tensor Component (Imaginary part is in parenthesis) |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Photon Energy (eV)                                             | xx         | yy         | zz         | xy         | xz         | yz         |
| 0.00000                                                        | 13.90838   | 13.90838   | 13.90838   | 0.00000    | 0.00000    | 0.00000    |
|                                                                | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) |
| 0.05442                                                        | 13.91084   | 13.91084   | 13.91084   | 0.00000    | 0.00000    | 0.00000    |
|                                                                | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) |
| 0.10885                                                        | 13.91824   | 13.91824   | 13.91824   | 0.00000    | 0.00000    | 0.00000    |
|                                                                | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) |
| 0.16327                                                        | 13.93058   | 13.93058   | 13.93058   | 0.00000    | 0.00000    | 0.00000    |
|                                                                | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) |
| 0.21769                                                        | 13.94790   | 13.94790   | 13.94790   | 0.00000    | 0.00000    | 0.00000    |
|                                                                | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) | ( 0.00000) |

それぞれのカラムは、テンソル成分の誘電関数の実部及び虚部をあらわす。虚部は括弧内に示されている。

### 11.3.4.5 有効質量の計算結果

有効質量の計算結果は、標準出力ファイルに出力される。電子と正孔の有効質量は別々に計算することに注意する。

以下は、バルク Si の伝導帯端での電子有効質量テンソルを計算した例の出力である。

```
----- effective mass calculation -----
!* effective mass at valence band top: ik = 1
!* degeneracy = 3
!* warning : effective mass should be wrong because of the degeneracy. ←
!* set direction indices and k-point shift parameter in tag_mass.
!* ib = 2
!* ispin = 1
aa = -0.10765 bb = -0.36038 cc = -0.88554
 a b c
 0.70986 -0.07279 0.70057
 0.53349 -0.59385 -0.60227
 -0.45987 -0.80128 0.38272
```

```

!* ib = 3
!* ispin = 1
aa = -0.09841 bb = -0.47571 cc = -1.07597 (1)
 a b c
 -0.55182 0.63785 0.53725
 0.52096 0.76670 -0.37519
 -0.65123 0.07285 -0.75538
!* ib = 4
!* ispin = 1
aa = -0.10696 bb = -0.29293 cc = -2.32353
 a b c
 0.23175 0.97159 -0.04797
 -0.71433 0.13650 -0.68637
 -0.66032 0.19333 0.72567

!* effective mass at conduction band bottom: ik = 4
!* degeneracy = 1
!* ib = 5
!* ispin = 1
aa = 0.93658 bb = 0.18362 cc = 0.18362
 a b c
 1.00000 0.00000 0.00000 (2)
 0.00000 1.00000 -0.00235
 0.00000 0.00235 1.00000

```

(1) 価電子帯端 ( $\Gamma$ 点) での正孔有効質量テンソル。 $\Gamma$ 点ではバンドが縮退しているため、計算値には問題がある (←の警告参照)

(2) 電子の有効質量テンソルの主値 (aa, bb, cc) とそれらの主軸(a, b, c)の方位。主軸方位はxyz座標表示

以下は、正孔有効質量 ((100)方向) 計算を行った例の出力である。

```

----- effective mass calculation -----
!* effective mass at valence band top: ik = 1
!* degeneracy = 3
!* ib = 2
!* ispin = 1
mass along (1.00000 0.00000 0.00000) direction = -0.17130
!* ib = 3
!* ispin = 1
mass along (1.00000 0.00000 0.00000) direction = -0.27190 (3)
!* ib = 4
!* ispin = 1
mass along (1.00000 0.00000 0.00000) direction = -0.27190

!* effective mass at conduction band bottom: ik = 4
!* degeneracy = 1
!* ib = 5
!* ispin = 1
mass along (1.00000 0.00000 0.00000) direction = 0.93658 (4)

```

(3) (100)方向の正孔有効質量

(4) (100)方向の電子有効質量

### 11.3.4.6 SHG 非線形光学感受率の計算結果

計算結果は、標準出力ファイル及び file\_names.data において、F\_NLO に指定したファイルに出力される。標準出力には、静的な非線形感受率テンソル $\chi^{(2)}(0)$ が出力される。出力形式は以下の通り。以下は、Wurzite 型 AlN の計算結果例である。この例では、scissors operator を使用してバンドギャップが実測と同じになるように、ギャップを補正している。また、ブリルアンゾーン積分に parabolic smearing 法を用いている。このため、誘電関数の結果は、バンドギャップを補正しなかった場合あるいはブリルアンゾーン積分に linear tetrahedron 法を用いた場合の結果と異なる。

```
Static SHG Susceptibility Tensor (10-8 esu)
SHG prrocess = all type excitation (1)
SHG term = all terms (2)
xxx = 0.00000 xxy = 0.00000 xxz = -0.04514
xyy = 0.00000 xyz = 0.00000 xzz = 0.00000
yxx = 0.00000 yxy = 0.00000 yxz = 0.00000 (3)
yyy = 0.00000 yyz = -0.04514 yzz = 0.00000
zxx = 0.08732 zxy = 0.00000 zxz = 0.00000
zyy = 0.08732 zyz = 0.00000 zzz = -0.92412
```

- (1) 全てのSHG過程（電子及び正孔励起）を考慮
- (2) 全ての共鳴条件（基本波及び倍波に対する共鳴）を考慮
- (3)  $\chi^{(2)}(0)$ テンソル（xxx等は $\chi_{xxx}^{(2)}$ を意味する）

F\_NLO に指定したファイルには、波長依存の $\chi^{(2)}(-2\omega; \omega, \omega)$ テンソル各成分の実部、虚部及び絶対値がカラム状に出力される。以下は以下は、Wurzite 型 AlN の計算結果例である。

```
SHG susceptibility Tensor (10d-8 esu)
xxx (1) (2) (3) (4) (5)
Photon Energy(eV) real part imaginary part abs
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.05442 0.00000 0.00000 0.00000
0.10885 0.00000 0.00000 0.00000
(中略)
zzz
Photon Energy(eV) real part imaginary part abs
0.00000 -0.92412 0.00000 0.92412
0.05442 -0.92432 0.00000 0.92432
0.10885 -0.92494 0.00000 0.92494
0.16327 -0.92597 0.00000 0.92597
0.21769 -0.92741 0.00000 0.92741
0.27211 -0.92926 0.00000 0.92926
```

- (1) テンソルのインデックス
- (2) 基本波のエネルギー
- (3)  $\chi^{(2)}(-2\omega; \omega, \omega)$ の実部
- (4)  $\chi^{(2)}(-2\omega; \omega, \omega)$ の虚部
- (5)  $\chi^{(2)}$ の絶対値

### 11.3.4.7 THG 非線形光学感受率の計算結果

計算結果は、SHG 計算の場合同様、file\_names.data において F\_NLO に指定したファイルに出力される。出力形式は以下の通り。以下は、バルク Si の THG 感受率を計算結果例である。scissor operator を用いてバンドギャップの補正を行い、ブリルアン・ゾーン積分に parabolic smearing 法を用いている

```
Static THG Susceptibility Tensor (10-12 esu)
THG prrocess = all type excitation (1)
excitation = inter + intraband (2)
THG term = all terms (3)
xxxx = 59.19956 xxxxy = 0.00000 xxxxz = 0.00000
xxyy = 24.15228 xxxyz = 0.00000 xxzz = 24.15228
xyyy = 0.00000 xyxyz = 0.00000 xyzz = 0.00000
```

|         |          |         |          |        |          |     |
|---------|----------|---------|----------|--------|----------|-----|
| xzzz =  | 0.00000  | yxxx =  | 0.00000  | yxxy = | 24.15228 |     |
| yxxz =  | 0.00000  | yxyy =  | 0.00000  | yxyz = | 0.00000  | (4) |
| yxzz =  | 0.00000  | yyyy =  | 59.19956 | yyyz = | 0.00000  |     |
| yyzz =  | 24.15228 | yzzz =  | 0.00000  | zxxx = | 0.00000  |     |
| zxxxy = | 0.00000  | zxxxz = | 24.15228 | zxxy = | 0.00000  |     |
| zxyz =  | 0.00000  | zxzz =  | 0.00000  | zyyy = | 0.00000  |     |
| zyyz =  | 24.15228 | zyzz =  | 0.00000  | zzzz = | 59.19956 |     |

- (1) すべての仮想励起過程（電子、正孔、3準位）を考慮
- (2) すべてのバンド遷移（バンド間+バンド内遷移）を考慮
- (3) すべての共鳴条件（基本波及び倍波に対する共鳴）を考慮
- (4)  $\chi^{(3)}(0)$ のテンソル（xxxxなどは $\chi_{xxxx}^{(3)}$ を意味する）

F\_NLOに指定したファイルには、波長依存の $\chi^{(3)}(-3\omega; \omega, \omega, \omega)$ テンソル各成分の実部、虚部及び絶対値がカラム状に出力される。以下は、Siの $\chi^{(3)}$ 計算結果である。

| THG susceptibility Tensor (10d-12 esu) |           |                |          |     |
|----------------------------------------|-----------|----------------|----------|-----|
| Xxxx(1)                                | (2)       | (3)            | (4)      | (5) |
| Photon Energy (eV)                     | real part | imaginary part | abs      |     |
| 0.00000                                | 59.19956  | 0.00000        | 59.19956 |     |
| 0.05442                                | 59.33822  | 0.00000        | 59.33822 |     |
| 0.10885                                | 59.75834  | 0.00000        | 59.75834 |     |
| 0.16327                                | 60.47272  | 0.00000        | 60.47272 |     |
| 0.21769                                | 61.50384  | 0.00000        | 61.50384 |     |

- (1) テンソルのインデックス
- (2) 基本波のエネルギー
- (3)  $\chi^{(3)}(-3\omega; \omega, \omega, \omega)$ 実部
- (4)  $\chi^{(3)}(-3\omega; \omega, \omega, \omega)$ 虚部
- (5)  $\chi^{(3)}$ の絶対値



## 11.3.5 計算例：Si2-電子誘電関数計算

### 11.3.5.1 電子密度の計算

インストールが完了したら、テスト計算を兼ねて、シリコン結晶の誘電関数及び光学スペクトルを計算してみましょう。入力には `samples/uvSOR/electron/Si` にあります。`samples/uvSOR/electron/Si` の下位には、`scf`、`eps` 及び `PP` という名称のディレクトリがあります。`scf` は `phase` による電荷密度計算用のディレクトリ、`eps` は `UVSOR-Epsilon` による誘電率計算用のディレクトリ、`PP` は `Si` 原子の擬ポテンシャルファイルを格納するディレクトリです。

最初に、`Si` 結晶の電子密度を `PHASE` で計算します。`scf` に移動してください。`scf` には以下のファイルが含まれています。

```
file_names.data
nfinput.data
```

`file_names.data` は `PHASE` の入出力ファイルを指定するファイルです。この入力例では、電荷密度を `/nfchggt.data` に出力する設定になっています。

```
&fnames
F_INP = './nfinput.data'
F_POT(1) = './PP/atom_14_Si_lda_nc_bhs.gncpp2'
F_CHGT = './nfchggt.data' ← 電荷密度ファイルの設定
&end
```

`nfinput.data` は `PHASE` により `Si` 結晶の電荷密度を計算するためのファイルです。計算条件は以下のように設定されています。

交換相関ポテンシャル：`LDAPW91`

バンド数：`8`

`k` 点セット：`メッシュ法(4x4x4)`

`SCF` 収束条件：`scf_convergence = 10-12 Hartree; succession = 3`

使用する擬ポテンシャルは、`PP` に格納されている `atom_14_Si_lda_nc_bhs.gncpp2` です。擬ポテンシャルの形式は以下の通りです。

交換相関ポテンシャル：`LDAPW91`

局所ポテンシャル：`BHS` 形式

以下のコマンドを入力して `PHASE` の計算を行います。

```
% mpirun -np 1 PATH_TO_PHASE0/bin/phase >& log
```

### 11.3.5.2 誘電関数の計算

電子密度の計算が終了したら、誘電関数の計算を行います。`eps` ディレクトリに移動してください。このディレクトリには以下のファイルが格納されています。

```
file_names.data
nfinput.data
```

`file_names.data` は `UVSOR` の入出力ファイル設定を行うファイル、`nfinput.data` は `UVSOR` の入力ファイルです。`file_names.data` は以下のように設定されています。

```
&fnames
F_INP = './nfinput.data' ←(1) 入力データファイルの設定
F_POT(1) = './PP/atom_14_Si_lda_nc_bhs.gncpp2' ←(2) 擬ポテンシャルファイルの設定
F_CHGT = './scf/nfchggt.data' ←(3) 電子密度ファイルの設定
F_EPSOUT = './eps.data' ←(4) 誘電関数出力ファイルの設定
&end
```

- (1) 入力ファイルは PHASE/EKCAL と同じ形式です。入力ファイル例は次節で説明します。
- (2) 擬ポテンシャルファイルは、電子密度計算の用いたものと同じです。
- (3) scf ディレクトリで PHASE を実行して得られた電子密度ファイルを指定します。
- (4) 誘電関数用の出力ファイルです。名称は任意です。

#### 入力ファイルの設定

nfinput.data は、以下内容となっています。

```
Control{
 condition = 2 (1) ! {0|1|2|3}|{initial|continuation|fixed_charge|fix
ed_charge_continuation}
 cpumax = 1 day ! {sec|min|hour|day}
 max_iteration = 6000
 use_additional_projector = off
 nfstopcheck = 1
}

accuracy{
 cke_wavefunctions = 25.0 rydberg ! cke_wf
 cke_chargedensity = 100.0 rydberg ! cke_cd
 num_bands = 18 (2)
 ksampling{
 method = mesh ! {mesh|file|directin|gamma|monk}
 mesh{ nx= 4, ny = 4, nz = 4 }
 }
 smearing{
 method = tetrahedral ! {parabolic|tetrahedral}
 width = 0.001 hartree
 }
 xctype = ldapw91 ! ldapw91
 scf_convergence{
 delta_total_energy = 1.e-12 hartree
 succession = 3 !default value = 3
 }
 force_convergence{
 delta_force = 0.1e-3
 }
 ek_convergence{
 num_extra_bands = 0
 num_max_iteration = 300
 sw_eval_eig_diff = on (3)
 delta_eigenvalue = 1.e-6 rydberg (4)
 succession = 3 (5)
 }
 initial_wavefunctions = matrix_diagon !{random_numbers|matrix_diagon}
 matrix_diagon{
 cke_wf = 20.00 rydberg ! cke_wf
 }
 initial_charge_density = file !{Gauss|Very_broad|pseudopotentialfile}
}

(中略)

epsilon {
 sw_epsilon = on a
 crystal_type = single ! {single|poly} b
 fermi_energy{
```

```

 read_fermi = off c
 efermi = 0.0000
 }
 photon{
 polar {ux=1.00, uy=0.00, uz=0.00 } d
 pointing {px=0.00, py=0.00, pz=0.00}
 energy {low=0.000, high=2.000, step=0.002} e
 }
 transition_moment{
 type = ks ! {l|rn|ks} f
 delq = 0.001
 symmetry = on g
 }
 BZ_integration {
 method = t !{parabolic(p)|gaussian(g)|tetrahedron(t)} h
 }
 band_gap_correction{
 scissor_operator=0.0d0 i
 }
 drude_term {
 drude = off j
 }
 ipriepsilon = 1 k
}

```

(以下略)

(1) control タグにおいて condition=2 とします。

(2) num\_bands を設定します。num\_bands は通常の SCF 計算の場合よりも大きな値として、1 電子あたりの振動子強度が 0.7 以上になるようにします。詳細は次節で説明します。

(3) sw\_eval\_eig\_diff=on とします。

(4) delta\_eigenvalue 値を設定します。delta\_eigenvalue の推奨値は、半導体・金属の場合は  $10^{-6}$  Rydberg 程度、絶縁体の場合  $10^{-4}$  Rydberg 程度です。

(5) succession=3 とします。

(6) epsilon タグを設定。epsilon タグで誘電関数の計算方法を指定します。この入力例における epsilon タグの a, b, c, d, e, f, g, h, i, k の意味は以下の通りです。

a 誘電関数の計算を行う

sw\_epsilon=off とすると誘電関数の計算を行わないので注意してください。

b 単結晶として計算する

c フェルミレベルを計算する。

d 入射電磁波は直線偏光しており、偏光ベクトルは(1.0, 0.0, 0.0)(x 軸)の方向を向いている。

e 入射電磁波のエネルギーレンジは 0~2.0 Hartree であり、エネルギーステップは 0.002 Hartree である。

f 遷移モーメント補正を行い、全電子計算と同じ結果が得られようにする。補正法は Kageshima-Shiraishi(KS)法を用いる。

g リニアテトラヘドロン法を用いて誘電率の虚部を求める

h scissors operator 値を 0 とする(バンドギャップの補正を行わない)。

i 標準出力とする。

(注意)Read and Needs(RN)法は、ノルム保存型擬ポテンシャルの場合にのみ有効です。KS 法はノルム保存及びウルトラソフト擬ポテンシャルに有効ですが、CIAO により作成された KS 補正因子(Dipole 補正因子)を含む擬ポテンシャルファイルを使用することが必要です。詳細は、UVSOR-Epsilon 及び CIAO のマニュアルを参照ください。なお、この計算に用いる擬ポテンシャルは補正因子を含んでいます。

### 11.3.5.3 誘電関数の計算 1

eps ディレクトリで以下のコマンドを実行してみてください。UVSOR-Epsilon が実行されます。

```
% mpirun -np 1 PATH_TO_PHASE0/bin/epsmain >& log &
```

計算が終わったら、電子状態の収束を確認します。収束の確認は、以下のコマンドで行うことができます。

```
% grep converged output000
```

このコマンドを実行して、**!\* all k-points are converged** と画面に表示されれば、電子状態は収束しています。eps.data を見てみましょう。以下のような出力が得られているはずです。

| Dielectric Function |           |                | Optical Properties |         |                    |         |
|---------------------|-----------|----------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| (1)                 | (2)       | (3)            | (4)                | (5)     | (6)                | (7)     |
| Photon Energy (eV)  | Real Part | Imaginary Part | n                  | k       | abs (in 10**8 m-1) | R       |
| 0.00000             | 13.90891  | 0.00000        | 3.72946            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33307 |
| 0.05442             | 13.91137  | 0.00000        | 3.72979            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33310 |
| 0.10885             | 13.91876  | 0.00000        | 3.73079            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33320 |
| 0.16327             | 13.93110  | 0.00000        | 3.73244            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33337 |
| 0.21769             | 13.94843  | 0.00000        | 3.73476            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33361 |
| 0.27211             | 13.97078  | 0.00000        | 3.73775            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33392 |

(以下略)

各カラムの意味は以下の通りです。

- (1) 電磁波のエネルギー (2) 誘電関数(実部) (3) 誘電関数(虚部)  
 (4) 屈折率(実部) (5) 屈折率(虚部) (6) 吸収係数 (7) 反射率

電磁波のエネルギー=0 における誘電率が静的誘電率です。計算により得られた静的誘電率は 13.90 で、実測(11.7)よりも大きな値となります。これは、LDA 法が Si のバンドギャップを過少評価することに起因しています。

#### 11.3.5.4 バンド数の設定法

計算の信頼性は、計算に用いるバンド数に大きく依存します。信頼性を確認するには、1 電子あたりの振動子強度の総和をしらべます。振動子強度の総和は、以下のコマンドを使用します。

```
% grep oscillator output000
```

このコマンドを実行すると

```
!* oscillator strength per electron = 0.91165
```

という表示が画面に現われます。

この表示は、この計算における 1 電子あたりの振動子強度の総和が約 0.91 であることを示しています。振動子強度の総和則(トーマス・ライヒ・クーンの総和則)は、1 電子あたりの振動子強度の総和が 1 になることを主張します。バンド数(num\_bands パラメータ)を増やすにつれ、oscillator strength per electron の値は 1 に近づいていきますが、実際の計算では、この値が 0.7 を越えるように num\_bands を設定すれば、誘電関数はほぼ収束していることが経験的にわかっています。この例では、1 電子あたりの振動子強度の総和が 0.7 以上となっており、バンド数は十分であることがわかります。

#### 11.3.5.5 誘電関数の計算 2

次に、Read and Needs(RN)方式で、遷移モーメント補正を行い、Si の誘電率を計算してみましょう。epsilon タグの f の部分を type = rn として、同様に計算を行ってみます。計算を行うと eps.data が上書きされるので、コピーをとっておきます。

```
% cp eps.data eps.data-ks
```


同様に計算を行うと、以下のような結果が eps.data に出力されます。

| Dielectric Function |           |                | Optical Properties |         |                    |         |
|---------------------|-----------|----------------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| Photon Energy (eV)  | Real Part | Imaginary Part | n                  | k       | abs (in 10**8 m-1) | R       |
| 0.00000             | 13.97263  | 0.00000        | 3.73800            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33395 |
| 0.05442             | 13.97510  | 0.00000        | 3.73833            | 0.00000 | 0.00000            | 0.33398 |

|         |          |         |         |         |         |         |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.10885 | 13.98253 | 0.00000 | 3.73932 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33408 |
| 0.16327 | 13.99492 | 0.00000 | 3.74098 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33425 |
| 0.21769 | 14.01231 | 0.00000 | 3.74330 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33449 |
| 0.27211 | 14.03476 | 0.00000 | 3.74630 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33480 |

(以下略)

静的誘電率は 13.97 で、KS 法による計算値に極めて近い値となっています。3.2.3 で得られた KS 補正による誘電関数と、ここで得られた誘電関数を比較してプロットすると、以下のようになります。なお図 2 には、比較のため、光学測定により実測された誘電関数も示してあります。

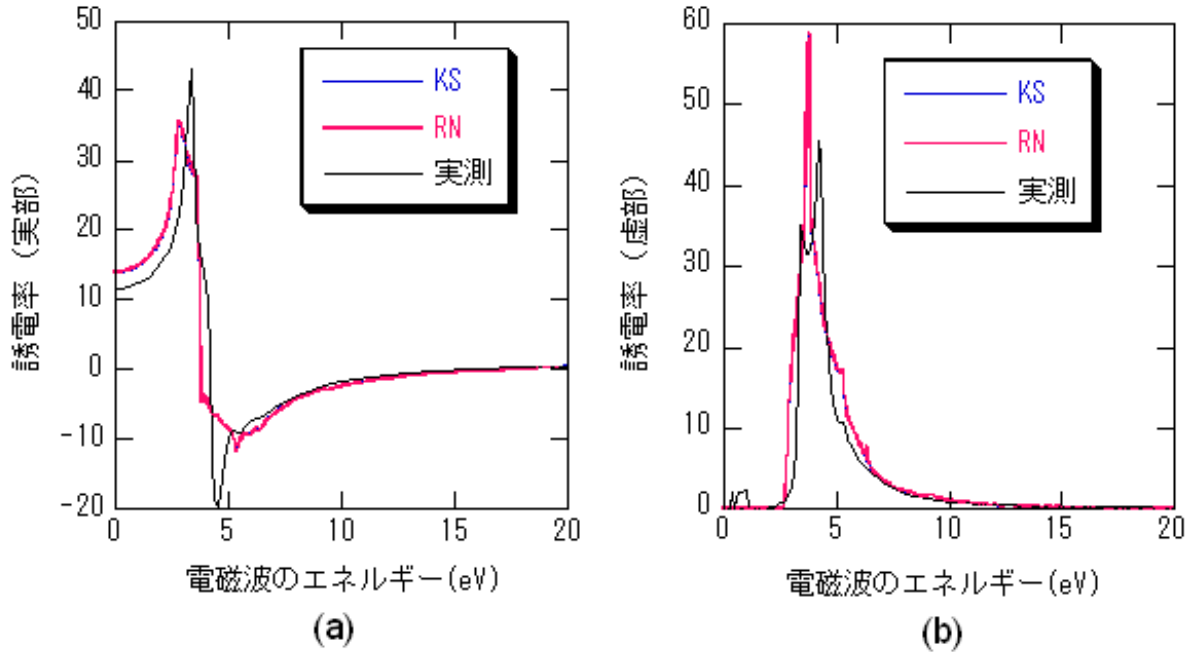

Si 結晶の誘電関数: (a)実部; (b)虚部。KS 補正及びRN 補正をして計算した誘電関数を示す。実測の誘電関数 (CRC Handbook of Chemistry 79-th Ed, CRC Press, New York 1998)を比較のため示す。

## 11.4 UVSOR-Berry-Phonon

### 11.4.1 入出力の説明

#### 11.4.1.1 入力出力ファイル

PHASE と同様に入力および出力ファイルは `file_names.data` に記述して指定する。たとえば、以下のように記述する。

```
&fname
F_INP = './nfinput.data'
F_POT(1) = './potential.1'
F_POT(2) = './potential.2'
F_CHGT = './nfchgt.data'
F_BERRY = './berry.data'
F_EFFCHG = './effchg.data'
F_FORCE = './force.data'
F_MODE = './mode.data'
F_EPSILON = './epsilon.data'
&end
```

F\_INP は PHASE の入力ファイルであり、ベリー位相計算や振動解析計算の入力も、このファイルに記述する。標準の PHASE には無いファイルについてのみ説明をする。F\_BERRY はベリー位相計算の出力である。F\_EFFCHG は通常は使用されないが、有効電荷を入力するファイルである。F\_FORCE は振動解析に必要なとされるファイルが出力されるファイルである。F\_MODE は振動解析の結果およびモード有効電荷と誘電率が出力されるファイルである。F\_EPSILON は誘電関数が出力されるファイルである。各入力および出力ファイルの説明を表 2 にまとめた。

表 2. ファイルポインタの説明

| ファイルポインタ名 | 既定値          | 説明                                          |
|-----------|--------------|---------------------------------------------|
| F_INP     | nfinp.data   | 入力ファイル。結晶構造、計算精度、計算の制御などの情報が記述されている。        |
| F_BERRY   | berry.data   | ベリー位相の計算値が出力されるファイル。                        |
| F_EFFCHG  | effchg.data  | 有効電荷を記述するファイル。                              |
| F_FORCE   | force.data   | 振動解析に必要なとされる力のデータが記述されるファイル。                |
| F_MODE    | mode.data    | 振動解析の結果およびモード有効電荷と誘電率が出力されるファイル。            |
| F_EPSILON | epsilon.data | 誘電関数が出力されるファイル。                             |
| F_STRFRC  | strfrc.data  | 入力ファイル。内部座標を固定して結晶を歪ませた時に原子に作用する力を記述するファイル。 |

#### 11.4.1.2 入力ファイル"F\_INP"

"F\_INP"で指定されるファイルには、結晶構造、計算精度、計算の制御などを記述する。格子誘電率計算は、Berry\_phase ブロックと Phonon ブロックで主に制御される。Berry\_phase ブロックは固有状態を計算するプログラム EKCAL でのみ有効で、ベリー位相計算の制御を行う。Phonon ブロックは PHASE でのみ有効で、格子振動解析の制御を行う。

Berry\_phase ブロックの形式は次のようになっている。

```
Berry_phase{
 sw_berry_phase = <ON_OFF>
 g_index = <G_INDEX>
 mesh{ n1 = <MESH_N1>, n2 = <MESH_N2>, J = <MESH_J> }
}
```

表 3. BerryPhase 計算に関する変数の説明

| 変数名またはタグ名      | 既定値 | 説明                                                                       |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| sw_berry_phase | OFF | ベリー位相計算を行うかどうかのスイッチ。                                                     |
| g_index        | 1   | 逆格子ベクトル $\mathbf{g}_i$ ( $i = 1,2,3$ )の指数 $i$ 。                          |
| mesh           |     | $\mathbf{k}$ 空間のメッシュを指定するブロックタグ。                                         |
| n1,n2          | 4   | 選択した逆格子ベクトル $\mathbf{g}_i$ に垂直な面内の Monkhorst-Pack メッシュの指数 $n1 \times n2$ |
| J              | 20  | 選択した逆格子ベクトル $\mathbf{g}_i$ の分割数 $J$ 。                                    |

ベリー位相計算を行うために原子を変位させる必要があり、そのための機能が **Berry-Phonon** には備わっている。それは、次のように **displacement** ブロックを原子座標を指定する **atom\_list** 内に記述することでできる。

```
atom_list{
 coordinate_system = cartesian
 atoms{
 #tag rx ry rz element
 0.000 0.000 0.000 Al
 2.6561175 2.6561175 2.6561175 As
 }
 displacement{
 sw_displace_atom = <ON_OFF>
 displaced_atom = <ATOM_ID>
 ux = <Ux>
 uy = <Uy>
 uz = <Uz>
 }
}
```

表 4. 原子を変位させる変数の説明

| 変数名またはタグ名        | 既定値 | 説明                                              |
|------------------|-----|-------------------------------------------------|
| sw_displace_atom | OFF | 原子を変位されるかどうかのスイッチ。                              |
| displaced_atom   | 0   | 変位させる原子の番号。                                     |
| ux               | 0.0 | x 方向の原子変位量または、格子ベクトル $\mathbf{a}$ に沿った内部座標の変化量。 |
| uy               | 0.0 | y 方向の原子変位量または、格子ベクトル $\mathbf{b}$ に沿った内部座標の変化量。 |
| uz               | 0.0 | z 方向の原子変位量または、格子ベクトル $\mathbf{c}$ に沿った内部座標の変化量。 |

本プログラムには有効電荷を計算するための機能が備わっている。それを行うには **Postprocessing** ブロック内に **Polarization** ブロックを加えて制御する。入力形式は次のようになっている。

```
Postprocessing{
 Polarization{
 sw_bp_property = <ON_OFF>
 property = effective_charge
 }
}
```

表 5. 分極に関する物理量計算に関する変数の説明

| 変数名またはタグ名      | 既定値 | 説明                                                                                                         |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polarization   |     | 結晶の分極に関する物性値の計算を制御するブロック。                                                                                  |
| sw_bp_property | OFF | Berry 位相分極に関係した物性値を計算するためのスイッチ                                                                             |
| property       | 0   | polarization を指定すると berry.data を読み込み Berry 位相分極を計算する。effective_charge を指定すると berry.data を読み込みボルン有効電荷を計算する。 |

Phonon ブロックの形式は次のようになっている。

```

Phonon{
 sw_phonon = <ON_OFF>
 sw_calc_force = <ON_OFF>
 displacement = <U>
 sw_vibrational_modes = <ON_OFF>
 point_group = <Point_Group>
 sw_lo_to_splitting = <ON_OFF>
 electronic_dielectric_constant{
 exx = 0.0, eyy = 0.0, ezz = 0.0,
 exy = 0.0, eyz = 0.0, ezx = 0.0
 }
 k_vector{ kx = 0.0, ky = 0.0, kz = 0.0 }
 sw_lattice_dielectric_tensor = <ON_OFF>
 sw_dielectric_function = <ON_OFF>
 energy_range{
 min_energy = 0.0
 max_energy = 0.01
 division_number = 100
 }
}

```

各変数またはタグの説明を表 6 と 7 にあげる。

表 6. 振動解析に関する変数の説明

| 変数名またはタグ名                      | 既定値  | 説明                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sw_phonon                      | OFF  | 格子振動解析設定ブロックを有効にするかどうかのスイッチ。                                                                                                                  |
| sw_calc_force                  | OFF  | 振動解析のための力計算を行うかどうかのスイッチ。 ON のときには、格子振動解析のための力計算を行う。(計算した力は force.data に出力される。) OFF のときには、sw_vibrational_modes=ON ならファイル"F_FORCE"から力のデータを読み込む。 |
| displacement                   | 0.1  | 原子変位パラメーター。                                                                                                                                   |
| sw_vibrational_modes           | OFF  | 格子振動解析を行うかどうかのスイッチ。 ON のときには、格子振動解析が行われ、modes.data に結果が出力される。 OFF のときには、格子振動解析は行われない。                                                         |
| point_group                    | C1   | シェンフリース記号での点群の名称。                                                                                                                             |
| sw_lo_to_splitting             | OFF  | LO-TO 分裂を考慮するかどうかのスイッチ。                                                                                                                       |
| electronic_dielectric_constant |      | 電子誘電率を指定するブロックのタグ名。                                                                                                                           |
| exx                            | 0.0  | 電子誘電率のxx成分。                                                                                                                                   |
| eyy                            | 0.0  | 電子誘電率のyy成分。                                                                                                                                   |
| ezz                            | 0.0  | 電子誘電率のzz成分。                                                                                                                                   |
| exy                            | 0.0  | 電子誘電率のxy成分。                                                                                                                                   |
| eyz                            | 0.0  | 電子誘電率のyz成分。                                                                                                                                   |
| ezx                            | 0.0  | 電子誘電率のzx成分。                                                                                                                                   |
| k_vector                       |      | 格子振動の波数ベクトルの方向を指定するブロックのタグ。                                                                                                                   |
| kx                             | 0.0  | 格子振動の波数ベクトルの x 成分。                                                                                                                            |
| ky                             | 0.0  | 格子振動の波数ベクトルの y 成分。                                                                                                                            |
| kz                             | 1.0  | 格子振動の波数ベクトルの z 成分。                                                                                                                            |
| sw_lattice_dielectric_tensor   | OFF  | 格子誘電率を計算するかどうかのスイッチ。                                                                                                                          |
| sw_dielectric_function         | OFF  | 誘電関数をファイル"F_EPSILON"に出力するかどうかのスイッチ。                                                                                                           |
| energy_range                   |      | 誘電関数のエネルギー範囲を指定するブロックのタグ。                                                                                                                     |
| min_energy                     | 0.0  | エネルギー範囲の最小値。                                                                                                                                  |
| max_energy                     | 0.01 | エネルギー範囲の最大値。                                                                                                                                  |



|                 |     |              |
|-----------------|-----|--------------|
| division_number | 100 | エネルギー範囲の分割数。 |
|-----------------|-----|--------------|

変数 point\_group で指定可能なシェンフリース記号を以下にあげる。

Oh, O, Td, Th, T, D4h, D4, D2d, C4v, C4h, S4, C4, D2h, D2, C2v, D6h, D6, D3h, C6v, C6h, C3h, C6, D3d, D3, C3v, S6, C3, C2h, Cs, C2, Ci, C1

#### 11.4.1.3 入力および出力ファイル"F\_BERRY"

原子 displaced\_atom を( $u_x, u_y, u_z$ )変位させて計算した場合に、ベリ一位相データが次の形式で出力される。

```
nkprep, ig, displaced_atom, displacement(1:3)
do i=1,nkprep
 i, cphi(i), phi(i), wgh(i)
end do
```

配列 displacement の 1,2,3 番目の要素が $u_x, u_y, u_z$ に対応する。 phi は逆格子ベクトル $g_i$ に平行な線に沿ったベリ一位相の配列であり、cphiはその phi の元となる 行列式の積の値の配列である。 nkprep は線積分の刻み J であり、ig は逆格子ベクトル $g_i$ の指数であり、 wgh は k 点の重みである。

ベリ一位相の入力形式は出力ファイルを結合したものであるが、ファイルの 先頭にはそのベリ一位相データの数を記述しなければならない。 ただし、出力ファイルを結合する順序は問わない。

#### 11.4.1.4 入力ファイル"F\_EFFCHG"

ボルン有効電荷をベリ一位相から計算せずに読み込むことができる。対称性から要求されるサイトのボルン有効電荷のみを記述すればよい。 次の形式で入力される。

```
num_zeff
do i=1,num_zeff
 ia
 zeff(1,1:3,ia)
 zeff(2,1:3,ia)
 zeff(3,1:3,ia)
end do
```

num\_zeff はボルン有効電荷の数であり、ia が原子の番号であり、 zeff がボルン有効電荷の配列である。

#### 11.4.1.5 入力および出力ファイル"F\_FORCE"

"F\_FORCE"には力の定数を計算するための力のデータが記述される。 その力データは次の形式で出力される。

```
num_force_data
do i = 1, num_force_data
 displaced_atom, displacement(1:3)
 do ia = 1, natm
 i, force_data(ia,1:3,i)
 end do
end do
```

num\_force\_data は力を計算する配置の数であり、displaced\_atom は変位した原子 の番号であり、配列 displacement が原子の変位ベクトル( $u_x, u_y, u_z$ )である。

#### 11.4.1.6 出力ファイル"F\_MODE"

"F\_MODE"には振動解析の結果が記述される。 まず最初に基本並進ベクトル $\mathbf{a}_i = (a_{ix}, a_{iy}, a_{iz})$ が次の形式で記述される。

```
--- primitive lattice vectors ---
a lx a ly a lz
```

```

a_2x a_2y a_2z
a_3x a_3y a_3z

```

次に原子の数 **natm** と各原子の座標( $x_i, y_i, z_i$ )と質量 $m_i$ とラベル **name(i)**が次の形式記述される。

```

--- Equilibrium position and mass of each atom---
Natom = natm
do i=1,natm
 i x(i) y(i) z(i) m(i) name(i)
end do

```

次に振動解析の結果が次の形式で記述される。

```

--- Vibrational modes ---
Nmode= nmode Natom= natm
do m = 1,nmode
 n= m representation(m) acvtive(m)
 hbarW= omega_ha(m) Ha = omega_ev(m) eV; nu= omega_nu(m) cm^-1
 do i=1,natm
 i vec(m,i,1) vec(m,i,2) vec(m,i,3)
 end do
end do

```

**representation** は既約表現の配列である。**active(m)**はラマン活性なモードであれば **R** になり、赤外活性なモードであれば **IR** となる。両活性であれば、**IR&R** となる。サイレントモードの場合には何も表示されない。**vec** は固有ベクトルの配列で、**omega\_ha** は Hartree 単位での振動数であり、**omega\_ev** は電子ボルト単位での振動数であり、**omega\_nu** は波数である。

格子誘電率を計算した場合には、モード有効電荷が付加されて、次の形式で出力される。

```

--- Vibrational modes ---
Nmode= nmode Natom= natm
do m = 1,nmode
 n= m character(m) active(m)
 hbarW= omega_ha(m) Ha = omega_ev(m) eV; nu= omega_nu(m) cm^-1
 do i=1,natm
 i vec(m,i,1) vec(m,i,2) vec(m,i,3)
 end do
 Mode effective charge and its average:
 Z= z(m,1) z(m,2) z(m,3) Ave.= zave
end do

```

そして、最後に誘電率が次の形式で出力される。

```

--- Lattice and static dielectric tensors ---
[elat_xx elat_xy elat_xz] [e0_xx e0_xy e0_xz]
[elat_yx elat_yy elat_yz] [e0_yx e0_yy e0_yz]
[elat_zx elat_zy elat_zz] [e0_zx e0_zy e0_zz]

```

**elat** が格子誘電率であり、**e0** が静的誘電率である。

#### 11.4.1.7 出力ファイル"F\_EPSILON"

"F\_EPSILON"には誘電関数の値が下記の形式で出力される。

```

Energy(eV) E1xx E1yy E1zz E1yz E1zx E1xy E2xx E2yy E2zz E2yz E2zx E2xy
do i=0,division_number
 energy(i) e1xx(i) e1yy(i) e1zz(i) e1yz(i) e1zx(i) e1xy(i) e2xx(i) e2yy(i) e2zz(i)
 e2yz(i) e2zx(i) e2xy(i)
end do

```

**energy** は eV 単位のエネルギーの値である。**e1xx,e1yy,e1zz,e1yz,e1zx,e1xy** はそれぞれ誘電関数の実部の **xx,yy,zz,yz,zx,xy** 成分である。**e2xx,e2yy,e2zz,e2yz,e2zx,e2xy** はそれぞれ誘電関数の虚部の **xx,yy,zz,yz,zx,xy** 成分である。

#### 11.4.1.8 ボルン有効電荷の出力

ボルン有効電荷は `output000` に出力される。まず最初に、"F\_BERRY"から読み込んだベリ一位相から計算したボルン有効電荷が次の形式で出力される。

```
--- Calculated electronic effective charges ---
do i=1,num_atom_inputed
 [zel_xx(i) zel_xy(i) zel_xz(i)]
Zel (i) = [zel_yx(i) zel_yy(i) zel_yz(i)]
 [zel_zx(i) zel_zy(i) zel_zz(i)]
end do
```

`num_atom_inputed` は有効電荷が計算された原子の数である。 `zel_xx(i),zel_xy(i)`などは原子 `i` のボルン有効電荷の電子からの寄与の `xx,xy,...`成分である。

電子からの寄与にイオンの価数を加えた結果が次の形式で出力される。

```
--- Calculated effective charges ---
do i=1,num_atom_inputed
 [zeff_xx(i) zeff_xy(i) zeff_xz(i)]
Zeff(i) = [zeff_yx(i) zeff_yy(i) zeff_yz(i)]
 [zeff_zx(i) zeff_zy(i) zeff_zz(i)]
end do
```

`zeff_xx(i),zeff_xy(i)`などは原子 `i` のボルン有効電荷の `xx,xy,...`成分である。

サイトの対称性を考慮して、対称化されたボルン有効電荷が次の形式で出力される。

```
--- Symmetrized effective charges ---
do i=1,num_atom_inputed
 [zsym_xx(i) zsym_xy(i) zsym_xz(i)]
Zsym(i) = [zsym_yx(i) zsym_yy(i) zsym_yz(i)]
 [zsym_zx(i) zsym_zy(i) zsym_zz(i)]
end do
```

`zsym_xx(i),zsym_xy(i)`などは原子 `i` の対称化されたボルン有効電荷の `xx,xy,...`成分である。

先の対称化されたボルン有効電荷から等価原子のボルン有効電荷を計算した結果が次の形式で出力される。

```
--- Effective charges of all atoms ---
do i=1,natm
 [zeff_xx(i) zeff_xy(i) zeff_xz(i)]
Zeff(i) = [zeff_yx(i) zeff_yy(i) zeff_yz(i)]
 [zeff_zx(i) zeff_zy(i) zeff_zz(i)]
end do
```

`zeff_xx(i),zeff_xy(i)`などは原子 `i` のボルン対称化された有効電荷の `xx,xy,...`成分である。

ボルン有効電荷の成分の平均値が次の形式で出力される。

```
--- Averaged effective charges ---
 [zave_xx zave_xy zave_xz]
Zave = [zave_yx zave_yy zave_yz]
 [zave_zx zave_zy zave_zz]
```

`zave_xx,zave_xy,...`などはボルン有効電荷の `xx,xy,...`成分の平均値である。

最後に、補正されたボルン有効電荷が次の形式で出力される。

```
--- Corrected effective charges ---
do i=1,natm
 [zeff_xx(i) zeff_xy(i) zeff_xz(i)]
Zeff(i) = [zeff_yx(i) zeff_yy(i) zeff_yz(i)]
 [zeff_zx(i) zeff_zy(i) zeff_zz(i)]
end do
```

`zeff_xx(i),zeff_xy(i)`などは原子 `i` の補正されたボルン有効電荷の `xx,xy,...`成分である。

### 11.4.1.9 入力ファイル"F\_STRFRC"

入力ファイル"F\_STRFRC"には次の形式で内部座標を固定して結晶を歪ませた時に原子に作用する力を記述する。

```
num_force_data
do i = 1, num_force_data
 index(i) strain(i)
 do ia = 1, natm
 i, force_data(ia,1:3,i)
 end do
end do
```

## 11.4.2 計算例：水晶( $\alpha$ -quartz)の格子誘電率計算

### 11.4.2.1 計算手順

水晶の格子誘電率の計算を例として、格子誘電率の計算の仕方を説明する。まず、格子誘電率計算の準備の手順を示す。

1. 計算したい格子定数において、構造最適化を行う。
2. `nfdynm.data`の最後に書かれている最適構造でのPHASEの入力を作成する。
3. ベリー位相計算を行うディレクトリ**berry**と振動解析を行うディレクトリ**phonon**を作成する。
4. ディレクトリ**berry**には、Perlスクリプト**prep\_zeff.pl**が参照する、入力のテンプレートをディレクトリ**template\_berry**と**template\_scf**に置く。入力テンプレートは2.で作成した入力を編集して作成する。
5. 2.で作成した入力を編集して、振動解析、有効電荷計算と格子誘電率計算に必要な記述がある入力を作成し、ディレクトリ**phonon**に置く。
6. ディレクトリ**berry**で、**prep\_zeff.pl**を実行して、自動実行のためのPerlスクリプト**exec\_zeff.pl**と実際に使用する入力を作成し、**exec\_zeff.pl**を実行して有効電荷計算に必要なベリー位相を計算する。なお、**prep\_zeff.pl**はbinディレクトリーにある。
7. ディレクトリ**phonon**で振動解析を行い、最後にベリー位相を読み込んで格子誘電率を計算する。
8. 1.の構造最適化の仕方については、本マニュアル2章や3章などを見よ。2.では原子の座標をデカルト座標で入力するので、**coordinate\_system**を**cartesian**に設定する。以降の節で、3から7について、順に説明する。

### 11.4.2.2 ベリー位相計算

ベリー位相の計算は `ekcal` を用いて行うので、`ekcal` に入力する自己無頓着な電子密度が必要であるので、その計算の入力テンプレートを示す。水晶はシリコン原子と酸素原子からなるので、自己無頓着場計算の `file_names.data` には、シリコンのポテンシャル `potentail.Si` と酸素のポテンシャル `potential.O` の指定がある。これらのポテンシャルは二階層上に置かれていなければならない。

```
&fnames
F_INP = './nfinput.data'
F_POT(1) = '../..../potential.Si'
F_POT(2) = '../..../potential.O'
F_CHGT = './nfchgt.data'
&end
```

ベリー位相の計算では、各原子を平衡位置から X,Y,Z 方向にわずかに変位させたときの電子密度が必要である。その入力"F\_INP"のテンプレートを以下に示す。

```
Control{
 condition = 0 ! {0|1|2|3}|{initial|continuation|fixed_charge|fixed_charge_continuation}
 cpumax = 24 hour ! {sec|min|hour|day}
 max_iteration = 60000
}
```

```

accuracy{
 cke_wavefunctions = 36.00 rydberg ! cke_wf
 cke_chargedensity = 300.00 rydberg ! cke_cd
 num_bands = 32
 ksampling{
 method = monk ! {monk|mesh|file|directin|gamma}
 mesh{ nx=2, ny=2, nz=2}
 }
 smearing{
 method = parabolic ! {parabolic|tetrahedral}
 width = 0.002 hartree
 }
 xctype = ldapw91
 scf_convergence{
 delta_total_energy = 1.e-10 hartree
 succession = 3 !default value = 3
 }
 force_convergence{
 delta_force = 0.1e+3
 }

 initial_wavefunctions = matrix_diagon !{random_numbers|matrix_diagon}
 matrix_diagon{
 cutoff_wf = 10.0 rydberg ! cke_wf
 }
}

structure{
 unit_cell_type=Bravais
 unit_cell{
 !#units bohr degree
 a = 9.2, b= 9.2, c= 10.12, alpha=90.0, beta=90.0, gamma=120.0
 }

 symmetry{
 tspace{
 system = h
 generators {
 !#tag rotation tx ty tz
 E 0 0 0
 }
 }
 sw_inversion = 0
 }
 magnetic_state = para !{para|af|ferro}

 atom_list{
 coordinate_system = cartesian ! {cartesian|internal}
 atoms{
 !#default mobile=no
 !#tag rx ry rz element
 -2.136349214 -3.700265381 3.373333567 Si
 4.272698428 0.000000000 0.000000000 Si
 -2.136349214 3.700265381 6.746667135 Si
 2.511045782 2.203258231 1.129569348 O
 0.652554710 -3.276258553 4.502902914 O
 -3.163600490 1.073000321 7.876236482 O
 2.511045781 -2.203258231 -1.129569348 O
 0.652554708 3.276258553 5.617097788 O
 -3.163600489 -1.073000321 2.243764219 O
 }
 displacement{
 sw_displace_atom = on
 displaced_atom = <ATOM_ID>
 ux = <Ux>
 uy = <Uy>
 uz = <Uz>
 }
 }
 element_list{ #units atomic mass

```

```

!#tag element atomicnumber zeta dev mass
 Si 14 0.00 3.5 28.0855
 O 8 0.00 2.0 15.9994
}
}

wavefunction_solver{
 solvers{
!#tag sol till_n dts dte itr var prec cmix submat
 MSD 5 0.2 0.2 1 * on 2 off
 lm+MSD 20 0.2 1.0 100 tanh on 2 on
 rmm2p -1 1.0 1.0 * * on 1 on
 }
 line_minimization{
 dt_lower_critical = 0.1
 dt_upper_critical = 3.0
 }
 rmm{
 imGSrmm = 1
 rr_Critical_Value = 1.e-15
 edelta_change_to_rmm = 1.0e-6 hartree
 }
}

charge_mixing{
 mixing_methods{
!#tag no method rmxs rmxe itr var prec istr nbmix update
 1 simple 0.50 0.90 400 tanh on
 2 broyden2 0.30 0.30 100 * on 3 5 RENEW
 }
}
}

```

Berry 位相計算のときには、**generators** には単位元のみを指定する。 **atoms** ブロックの後にある **displacement** ブロックで原子変位の指定をする。

```

displacement{
 sw_displace_atom = on
 displaced_atom = <ATOM_ID>
 ux = <Ux>
 uy = <Uy>
 uz = <Uz>
}

```

**sw\_displace\_atom** が ON に設定されていると、**displaced\_atom** で指定した原子が(ux,uy,uz)方向に変位する。これらの変数には<ATOM\_ID>,<Ux>,<Uy>,<Uz>を指定しておく。これらは、**prep\_zeff.pl** によって置きかえられ、実際に使用する入力を作成される。以上で示した **file\_names.data** と "F\_INP"をディレクトリ **template\_scf** に置く。

ベリー位相計算の **file\_names.data** のテンプレートを以下に示す。

```

&fname
F_INP = './nfinput.data'
F_POT(1) = '../..//potential.Si'
F_POT(2) = '../..//pontetail.O'
F_CHGT = '../<SCF_DIR>/nfchgt.data'
&end

```

自己無頓着場計算の **file\_names.data** との違いは、'F\_CHGT'の指定です。同じ原子配置の自己無頓着場計算のディレクトリから電子密度を読み込むようにする。**prep\_zeff.pl** が<SCF\_DIR>を適切なディレクトリ名に置き換え、実際に使用する **file\_names.data** を作成する。

ベリー位相計算の入力"F\_INP"の例を以下に示す。

```

Control{
 condition = 2 ! {0|1|2|3}|{initial|continuation|fixed_charge|fixed_charge_continuation}
 cpumax = 24 hour ! {sec|min|hour|day}
 max_iteration = 400001
}

```

```

accuracy{
 cke_wavefunctions = 36.00 rydberg ! cke_wf
 cke_chargedensity = 300.00 rydberg ! cke_cd
 num_bands = 24
 ksampling{
 }
 smearing{
 method = parabolic ! {parabolic|tetrahedral}
 width = 0.002 hartree
 }
 xctype = ldapw91
 ek_convergence{
 sw_eval_eig_diff = on
 succession = 3
 num_max_iteration = 200
 delta_eigenvalue = 1.0e-8
 num_extra_bands = 0
 }

 initial_wavefunctions = matrix_diagon !{random_numbers|matrix_diagon}
 matrix_diagon{
 cutoff_wf = 10.0 rydberg ! cke_wf
 }
}

structure{
 unit_cell_type=Bravais
 unit_cell{
 !#units bohr degree
 a = 9.2, b= 9.2, c= 10.12, alpha=90.0, beta=90.0, gamma=120.0
 }

 symmetry{
 tspace{
 system = h
 generators {
 !#tag rotation tx ty tz
 C3+ 0 0 2/3
 C212 0 0 0/1
 }
 }
 sw_inversion = 0
 }
 magnetic_state = para !{para|af|ferro}

 atom_list{
 coordinate_system = cartesian ! {cartesian|internal}
 atoms{
 !#default mobile=no
!#tag rx ry rz element
 -2.136349214 -3.700265381 3.373333567 Si
 4.272698428 0.000000000 0.000000000 Si
 -2.136349214 3.700265381 6.746667135 Si
 2.511045782 2.203258231 1.129569348 O
 0.652554710 -3.276258553 4.502902914 O
 -3.163600490 1.073000321 7.876236482 O
 2.511045781 -2.203258231 -1.129569348 O
 0.652554708 3.276258553 5.617097788 O
 -3.163600489 -1.073000321 2.243764219 O
 }
 displacement{
 sw_displace_atom = on
 displaced_atom = <ATOM_ID>
 ux = <Ux>
 uy = <Uy>
 uz = <Uz>
 }
 }
 element_list{ #units atomic mass
 !#tag element atomicnumber zeta dev mass

```

```

 Si 14 0.00 3.5 28.0855
 O 8 0.00 2.0 15.9994
 }
}

wavefunction_solver{
 solvers {
 !#tag sol till_n dts dte itr prec submat
 MSD 10 1.0 1.0 1 on on
 lm+MSD 20 1.0 1.0 1 on on
 rmm2p -1 1.0 1.0 1 on on
 }
 line_minimization{
 dt_lower_critical = 0.1
 dt_upper_critical = 3.0
 }
 rmm{
 imGSrmm = 1
 rr_Critical_Value = 1.e-15
 edelta_change_to_rmm = 1.0e-4 hartree
 }
}

Berry_phase{
 sw_berry_phase = on
 g_index = <G_INDEX>
 mesh{ n1 = <MESH_N1>, n2 = <MESH_N2>, J = <MESH_J> }
}

```

Berry 位相計算のときには、**generators** には単位元のみを指定する。**displacement** ブロックは自己無頓着場計算の入力テンプレートと同じように記述する。Berry 位相計算を行うには、**Berry\_phase** ブロックで、**sw\_berry\_phase** を ON に設定して、**g\_index** と **mesh** ブロックの **n1,n2,J** を設定する。**g\_index,n1,n2,J** には、**<G\_INDEX>**、**<MESH\_N1>**、**<MESH\_N2>**、**<MESH\_J>** を指定しておきます。**prep\_zeff.pl** がこれらを適切な値に置き換え、実際に使用する入力を作成される。以上で作成した、**file\_names.data** と **"F\_INP"** をディレクトリ **template\_berry** におく。

有効電荷を求めるためのベリー位相を計算する入力は、計算入力自動生成 Perl スクリプト **prep\_zeff.pl** によって生成される。**prep\_zeff.pl** を引数を付けずに実行すると、以下のように、実行するときに付加する引数のリストが表示される。

```

prep_zeff.pl DISPLACEMENT ATOM LIST MESH1 MESH2 MESH3

```

**DISPLACEMENT** には原子変位量を Bohr 単位で指定する。ここでは、**0.05** とする。**ATOM\_LIST** にはダブルクォーテーションで、有効電荷を計算したい原子の番号のリストを指定する。等価な原子の有効電荷は対称性で結び付けられるので、二番目のシリコン原子と 4 番目の酸素原子の有効電荷を計算すればいい。この場合は、**ATOM\_LIST** を **"2 4"** とする。**MESH1,MESAH2,MESH3** には、**k** 空間メッシュのパラメーター **n1,n2,J** を **n1 n2 J** の並びで入力する。ここでは、**"2 2 10"** とする。ここで説明した引数の値で、**prep\_zeff.pl** を実行する。

```

$ $PATH TO PHASE0/bin/prep_zeff.pl "0.05" "2 4" "2 2 10" "2 2 10" "2 2 10"

```

ベリー位相計算を逐次あるいは並列に実行する Perl スクリプト **exec\_zeff.pl** とベリー位相計算に必要な入力ファイルが生成される。その入力ファイルはディレクトリ **berry\_ai\_uα\_gβ** (**berry\_a0\_gβ**) や **scf\_ai\_uα** (**scf\_a0**) に作成される。ただし、**α,β = 1,2,3** である。**i** は原子の番号を表し、**α** は原子変位の方向を表し (**1 → x, 2 → y, 3 → z**)、**β** は逆格子ベクトルのインデックスを表す。ベリー位相計算はディレクトリ **berry\_ai\_uα\_gβ** (**berry\_a0\_gβ**) で **ekcal** を実行することで行われる。この **ekcal** の実行に必要な電子密度はディレクトリ **scf\_ai\_uα** (**scf\_a0**) で **phase** を実行することで得られる。ベリー位相計算の手続きをフローチャートにすると、図 11.4 のようになる。



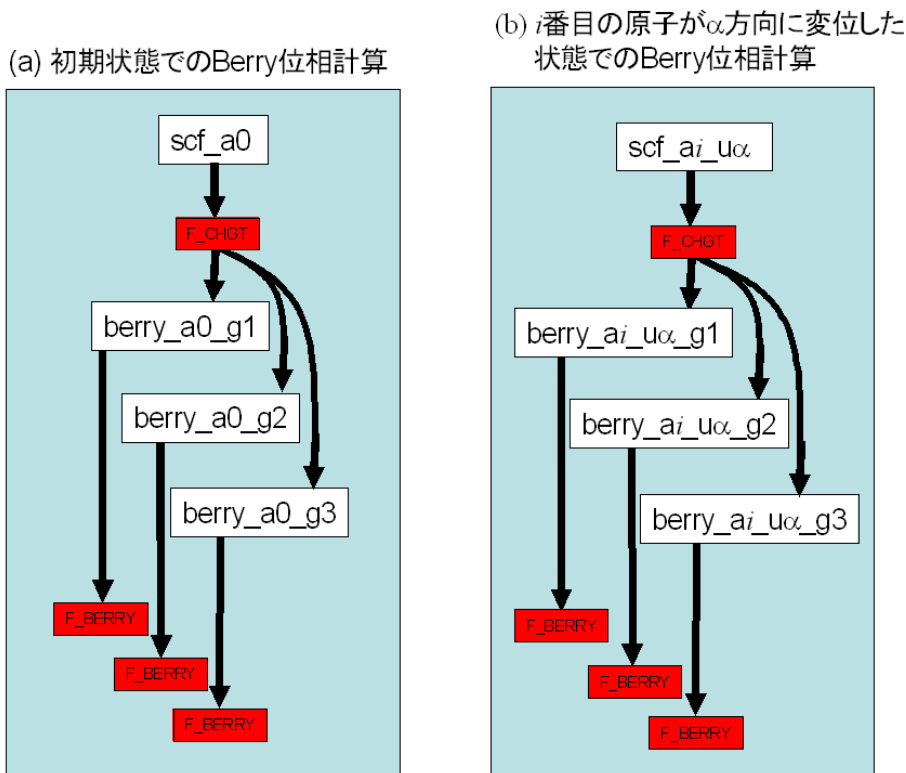


図 11.4 Berry 位相計算のフローチャート

Perl スクリプト `exec_zeff.pl` はこの手続きを自動で行ってくれる。`exec_zeff.pl` を引数を付けずに実行すると、以下のように実行するときに付加する引数のリストが表示される。

```
$./exec_zeff.pl PHASE EKCAL PARALLEL {-vpp|-primepower|-sr}
```

'PHASE'に PHASE のバイナリ `PATH_TO_PHASE0/bin/phase` を指定し、'EKCAL'に EKCAL のバイナリ `PATH_TO_PHASE0/bin/ekcal` を指定する。berry ディレクトリの下のディレクトリで `phase` と `ekcal` が実行されることを考慮して、実行環境に合うように設定する。'PARALLEL'には同時実行するプログラム(PHASE または EKCAL)の数を指定する。`exec_zeff.pl` を以下のように実行し、ベリー位相計算がすべて終了すると berry ディレクトリに `berry.data` が生成される。

```
$./exec_zeff.pl PATH_TO_PHASE0/bin/phase ¥
PATH_TO_PHASE0/bin/ekcal 1
```

MPI プログラム実行時にオプション `-machinefile` で利用可能なホストをを指定する場合には、`machinefile` を作成し、作業ディレクトリに置く。

VPP,PRIMEPOWER,SR8000,SR11000 といた大型計算機では MPI プログラムの実行方法が特殊であるので、MPI プログラムの実行方法を変更するオプション `-arch` がある。計算機と `-arch` オプションの値の対応を表 8 に示す。このオプションは

```
./exec_zeff.pl PATH_TO_PHASE0/bin/phase PATH_TO_PHASE0/bin/ekcal 1 -arch=primepower
```

のように最後に付加して用いる。

表 8. `exec_zeff.pl` のオプション

| 計算機               | arch の値    |
|-------------------|------------|
| VPP5000           | vpp        |
| PRIMEPOWER HPC500 | primepower |
| SR11000           | sr         |

バッチ処理システムによっては、使用する CPU リソースを制御することがある。`exe_zeff.pl` は最初とは異なる並列度で `mpirun` を実行することがある。このときに CPU リソースを制御されると正常に計算できない。このような場合に対応するために、`-loadleveler` というオプションがある。たとえば、SR11000 で 4 並列で実行するならば、以下のようにする。

```
./exec zeff.pl PATH TO PHASE0/bin/phase PATH TO PHASE0/bin/ekcal 4 -arch=sr -loadleveler
```

使用する CPU リソースが変更になった時点で `exec_zeff.pl` は終了する。 `exec_zeff.pl` のコメントに従い、使用する CPU リソースを減らして、 `-loadleveler` オプションを外し、ジョブを投入する。計算が途中で終了したときには、再度 `exec_zeff.pl` を実行することにより、継続計算ができる。Perl が使えない環境では、図 3 に図示した順序で計算を実行する。その後、各 `berry` ディレクトリの `berry.data` を結合したファイルを作成する。このファイルの先頭行に結合したファイルの個数を 書き、 `berry.data` という名前で保存する。

### 11.4.2.3 ベリー位相計算の出力

ベリー位相計算の出力" `F_BERRY` "はたとえば以下ようになる。

|   |                      |                       |                       |                       |                       |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4 | 1                    | 2                     | 0.0                   | 0.0                   | 0.500000000000000D-01 |
| 1 | 0.63456226917922D+00 | -0.20888574273791D-02 | -0.32917965405901D-02 | 0.250000000000000D+00 |                       |
| 2 | 0.63432394408679D+00 | -0.20934910658866D-02 | -0.33003380756268D-02 | 0.250000000000000D+00 |                       |
| 3 | 0.63289711025371D+00 | -0.19971191896918D-02 | -0.31555090531068D-02 | 0.250000000000000D+00 |                       |
| 4 | 0.63151794421351D+00 | -0.20390845515460D-02 | -0.32288511895501D-02 | 0.250000000000000D+00 |                       |

これは二番目の Si が平衡位置から  $x$  方向に 0.05 a.u. 変位した時のベリー位相のデータである。 `berry.data` は出力された" `F_BERRY` "を結合したファイルで、ファイルの先頭には結合したファイルの数である 21 が記述されている。

### 11.4.2.4 格子振動解析

`phonon` ディレクトリの上にシリコン原子のポテンシャル `potential.Si` と酸素原子のポテンシャル `potential.O` があるので、格子振動解析を行う時の `file_names.data` は以下ようになる。

```
&fnames
F_INP = './nfinput.data'
F_POT(1) = '../potential.Si'
F_POT(2) = '../potential.O'
&end
```

格子振動解析を行う時の入力" `F_INP` "をつぎに示す。

```
Control{
 condition = 0 ! {0|1|2|3}|{initial|continuation|fixed_charge|fixed_charge_continuation}
 cpumax = 24 hour ! {sec|min|hour|day}
 max_iteration = 60000
}

accuracy{
 cke_wavefunctions = 36.00 rydberg ! cke_wf
 cke_chargedensity = 300.00 rydberg ! cke_cd
 num_bands = 32
 ksampling{
 method = monk ! {monk|mesh|file|directin|gamma}
 mesh{ nx=2, ny=2, nz=2}
 }
 smearing{
 method = parabolic ! {parabolic|tetrahedral}
 width = 0.002 hartree
 }
}

xctype = ldapw91
scf_convergence{
 delta_total_energy = 1.e-10 hartree
 succession = 3 !default value = 3
}

initial_wavefunctions = matrix_diagon !{random_numbers|matrix_diagon}
matrix_diagon{
```

```

 cutoff_wf = 10.0 rydberg ! cke_wf
 }
}

structure{
 unit_cell_type=Bravais
 unit_cell{
 !#units bohr degree
 a = 9.2, b= 9.2, c= 10.12, alpha=90.0, beta=90.0, gamma=120.0
 }

 symmetry{
 tspace{
 system = h
 generators {
 !#tag rotation tx ty tz
 C3+ 0 0 2/3
 C212 0 0 0/1
 }
 }
 sw_inversion = 0
 }
 magnetic_state = para !{para|af|ferro}

 atom_list{
 coordinate_system = cartesian ! {cartesian|internal}
 atoms{
 !#default mobile=no
!#tag rx ry rz element
 -2.136349214 -3.700265381 3.373333567 Si
 4.272698428 0.000000000 0.000000000 Si
 -2.136349214 3.700265381 6.746667135 Si
 2.511045782 2.203258231 1.129569348 O
 0.652554710 -3.276258553 4.502902914 O
 -3.163600490 1.073000321 7.876236482 O
 2.511045781 -2.203258231 -1.129569348 O
 0.652554708 3.276258553 5.617097788 O
 -3.163600489 -1.073000321 2.243764219 O
 }
 displacement{
 sw_displace_atom = off
 displaced_atom = 0
 ux = 0
 uy = 0
 uz = 0
 }
 }
 element_list{ #units atomic_mass
 #tag element atomicnumber zeta dev mass
 Si 14 0.00 3.5 28.0855
 O 8 0.00 2.0 15.9994
 }
}

wavefunction_solver{
 solvers{
 !#tag sol till_n dts dte itr var prec cmix submat
 MSD 5 0.2 0.2 1 * on 2 off
 lm+MSD 20 0.2 1.0 100 tanh on 2 on
 rmm2p -1 1.0 1.0 * * on 1 on
 }

 line_minimization{
 dt_lower_critical = 0.1
 dt_upper_critical = 3.0
 }

 rmm{
 imGSrmm = 1
 rr Critical Value = 1.e-15
 }
}

```

```

 edelta_change_to_rmm = 1.0e-6 hartree
 }
}

charge_mixing{
 mixing_methods{
 !#tag no method rmxs rmxe itr var prec istr nbmix update
 1 simple 0.50 0.90 400 tanh on 3 5 RENEW
 2 broyden2 0.30 0.30 100 * on 3 5 RENEW
 }
 charge_preconditioning{
 amix = 0.90
 bmix = -1.00
 }
}

Phonon{
 sw_phonon = on
 sw_calc_force = on
 force_calc{
 start = 1, end = 0
 }
 displacement = 0.05
 norder = 1
 sw_polynomial_fit = on
 sw_vibrational_modes = on
 point_group = D3
 electronic_dielectric_constant{
 exx = 2.56011, eyy = 2.56011, ezz = 2.57411
 exy = 0.0, eyz = 0.0, ezx = 0.0
 }
 k_vector{ kx = 0.0, ky = 0.0, kz = 0.0 }
 sw_lattice_dielectric_tensor = off
}

Postprocessing{
 Polarization{
 sw_bp_property = off
 property = effective_charge
 }
}
}

```

`displacement` ブロックがあるときは、`sw_displace_atom` が `off` になっていることを確認する。振動解析を行うので、`element` リストに質量(mass)指定が正しく行われていることを確認する。ここで、示した入力では、「#units atomic\_mass」を `element_list` の先頭に記述し、原子質量単位で質量を入力している。Phonon ブロックに記述される振動解析に関わる入力の詳細は、5.2.1 に記載されている。`sw_phonon` と `sw_calc_force` を ON に指定し、原子変位(displacement)を 0.05 に指定する。水晶の結晶点群は  $D_3$  なので、`point_group` に D3 を設定する。静的誘電率は格子誘電率と電子誘電率の和なので、`electronic_dielectric_constant` ブロックで、水晶の電子誘電率の計算値  $\epsilon_{xx} = \epsilon_{yy} = 2.56011$ ,  $\epsilon_{zz} = 2.57411$  を指定している。まず、振動解析のみを行うので、`sw_lattice_dielectric_tensor` を `off` に設定する。この入力で振動解析を行った後に、`sw_calc_force` を `off` に、`sw_lattice_dielectric_tensor` と `sw_bp_property` を `on` に設定する。振動解析を行ったディレクトリでもう一度 PHASE を実行して、格子誘電率を計算する。こうして得られた PHASE の出力の見方を次節で説明する。

### 11.4.2.5 ボルン有効電荷の出力

output001 に出力される有効電荷計算の結果を以下に示す。

```
--- Calculated electronic effective charges ---
Zel (2) = [-1.00158 0.00284 -0.00266]
 [-0.00001 -0.35464 -0.32379]
 [0.00000 0.28121 -0.56029]

Zel (4) = [-7.31546 0.50495 0.31818]
 [0.45145 -8.00477 -0.70090]
 [0.25220 -0.73456 -7.72450]
```

タイトル”Calculated electronic effective charges”の後には、ベリ一位相から計算した電子からの有効電荷への寄与が 3x3 の行列として出力されている。’Zel’の後の括弧の中の数字は、原子の番号である。ボルン有効電荷を計算する原子を 2 番目と 4 番目の原子に指定した通りになっている。

```
--- Calculated effective charges ---
Zeff(2) = [2.99842 0.00284 -0.00266]
 [-0.00001 3.64536 -0.32379]
 [0.00000 0.28121 3.43971]

Zeff(4) = [-1.31546 0.50495 0.31818]
 [0.45145 -2.00477 -0.70090]
 [0.25220 -0.73456 -1.72450]
```

タイトル”Calculated effective charges”の後には、イオンの電荷を加え、ボルン有効電荷が出力されている。Zeff の後の括弧の中の数字は Zel と同じ意味である。

```
--- Symmetrized effective charges ---
Zsym(2) = [2.99842 0.00000 0.00000]
 [0.00000 3.64536 -0.32379]
 [0.00000 0.28121 3.43971]

Zsym(4) = [-1.31546 0.50495 0.31818]
 [0.45145 -2.00477 -0.70090]
 [0.25220 -0.73456 -1.72450]
```

タイトル”Symmetrized effective charges”の後には、原子サイトの対称性を満たすようにしたボルン有効電荷が出力されている。

```
--- Effective charges of all atoms ---
Zeff(1) = [3.48362 -0.28013 -0.28041]
 [-0.28013 3.16016 0.16190]
 [0.24354 -0.14061 3.43971]

Zeff(2) = [2.99842 0.00000 0.00000]
 [0.00000 3.64536 -0.32379]
 [0.00000 0.28121 3.43971]

Zeff(3) = [3.48362 0.28013 0.28041]
 [0.28013 3.16016 0.16190]
 [-0.24354 -0.14061 3.43971]

Zeff(4) = [-1.31546 0.50495 0.31818]
 [0.45145 -2.00477 -0.70090]
 [0.25220 -0.73456 -1.72450]

Zeff(5) = [-2.24657 0.08613 -0.76609]
 [0.03263 -1.07365 0.07490]
 [-0.76225 0.14887 -1.72450]

 [-1.41830 -0.51083 0.44791]
```

|            |   |          |          |          |   |
|------------|---|----------|----------|----------|---|
| Zeff( 6) = | [ | -0.56433 | -1.90192 | 0.62600  | ] |
|            | [ | 0.51005  | 0.58569  | -1.72450 | ] |
| Zeff( 7) = | [ | -1.31546 | -0.50495 | -0.31818 | ] |
|            | [ | -0.45145 | -2.00477 | -0.70090 | ] |
|            | [ | -0.25220 | -0.73456 | -1.72450 | ] |
| Zeff( 8) = | [ | -2.24657 | -0.08613 | 0.76609  | ] |
|            | [ | -0.03263 | -1.07365 | 0.07490  | ] |
|            | [ | 0.76225  | 0.14887  | -1.72450 | ] |
| Zeff( 9) = | [ | -1.41830 | 0.51083  | -0.44791 | ] |
|            | [ | 0.56433  | -1.90192 | 0.62600  | ] |
|            | [ | -0.51005 | 0.58569  | -1.72450 | ] |

タイトル”Effective charges of all atoms”の後には、計算しなかった等価原子のボルン有効電荷が結晶の対称性を用いて構成され、すべての原子のボルン有効電荷が出力されている。

|                                    |   |         |         |          |   |
|------------------------------------|---|---------|---------|----------|---|
| --- Averaged effective charges --- |   |         |         |          |   |
| Zave =                             | [ | 0.00055 | 0.00000 | 0.00000  | ] |
|                                    | [ | 0.00000 | 0.00055 | 0.00000  | ] |
|                                    | [ | 0.00000 | 0.00000 | -0.00310 | ] |

タイトル”Averaged effective charges”の後には、ボルン有効電荷の平均値が出力されている。結晶を構成する原子のボルン有効電荷を足し合わせると、ゼロにならなければならない。ボルン有効電荷の平均値を各原子のボルン有効電荷から引くことによりその性質を満たすように修正することができる。修正されたボルン有効電荷はタイトル”Corrected effective charges”以下に出力されている。

|                                     |   |          |          |          |   |
|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|---|
| --- Corrected effective charges --- |   |          |          |          |   |
| Zeff( 1) =                          | [ | 3.48307  | -0.28013 | -0.28041 | ] |
|                                     | [ | -0.28013 | 3.15960  | 0.16190  | ] |
|                                     | [ | 0.24354  | -0.14061 | 3.44281  | ] |
| Zeff( 2) =                          | [ | 2.99787  | 0.00000  | 0.00000  | ] |
|                                     | [ | 0.00000  | 3.64480  | -0.32379 | ] |
|                                     | [ | 0.00000  | 0.28121  | 3.44281  | ] |
| Zeff( 3) =                          | [ | 3.48307  | 0.28013  | 0.28041  | ] |
|                                     | [ | 0.28013  | 3.15960  | 0.16190  | ] |
|                                     | [ | -0.24354 | -0.14061 | 3.44281  | ] |
| Zeff( 4) =                          | [ | -1.31602 | 0.50495  | 0.31818  | ] |
|                                     | [ | 0.45145  | -2.00532 | -0.70090 | ] |
|                                     | [ | 0.25220  | -0.73456 | -1.72141 | ] |
| Zeff( 5) =                          | [ | -2.24713 | 0.08613  | -0.76609 | ] |
|                                     | [ | 0.03263  | -1.07421 | 0.07490  | ] |
|                                     | [ | -0.76225 | 0.14887  | -1.72141 | ] |
| Zeff( 6) =                          | [ | -1.41886 | -0.51083 | 0.44791  | ] |
|                                     | [ | -0.56433 | -1.90248 | 0.62600  | ] |
|                                     | [ | 0.51005  | 0.58569  | -1.72141 | ] |
| Zeff( 7) =                          | [ | -1.31602 | -0.50495 | -0.31818 | ] |
|                                     | [ | -0.45145 | -2.00532 | -0.70090 | ] |
|                                     | [ | -0.25220 | -0.73456 | -1.72141 | ] |
| Zeff( 8) =                          | [ | -2.24713 | -0.08613 | 0.76609  | ] |
|                                     | [ | -0.03263 | -1.07421 | 0.07490  | ] |
|                                     | [ | 0.76225  | 0.14887  | -1.72141 | ] |
|                                     | [ | -1.41886 | 0.51083  | -0.44791 | ] |

```
Zeff(9) = [0.56433 -1.90248 0.62600]
 [-0.51005 0.58569 -1.72141]
```

### 11.4.2.6 格子振動解析と誘電率の出力

出力ファイル"F\_MODE"を次に示す。

```
--- primitive lattice vectors ---
 9.20000000000 0.00000000000 0.00000000000
-4.60000000000 7.9674337148 0.00000000000
 0.00000000000 0.00000000000 10.12000000000
--- Equilibrium position and mass of each atom---
Natom= 9
 1 -2.1363492140 -3.7002653810 3.3733335670 51196.42133 Si
 2 4.2726984280 0.00000000000 0.00000000000 51196.42133 Si
 3 -2.1363492140 3.7002653810 6.7466671350 51196.42133 Si
 4 2.5110457820 2.2032582310 1.1295693480 29164.94360 O
 5 0.6525547100 -3.2762585530 4.5029029140 29164.94360 O
 6 -3.1636004900 1.0730003210 7.8762364820 29164.94360 O
 7 2.5110457810 -2.2032582310 -1.1295693480 29164.94360 O
 8 0.6525547080 3.2762585530 5.6170977880 29164.94360 O
 9 -3.1636004890 -1.0730003210 2.2437642190 29164.94360 O
--- Vibrational modes ---
Nmode= 27 Natom= 9
n= 1 E IR&R
 hbarW= 0.00000000E+00 Ha = 0.00000000E+00 eV; nu= 0.00000000E+00 cm^-1
...
n= 4 E IR&R
 hbarW= 0.58285132E-03 Ha = 0.15860191E-01 eV; nu= 0.12792108E+03 cm^-1
 1 -0.1076861591 -0.0492955392 -0.0289969411
 2 -0.0000000001 0.1372246738 0.0579965405
 3 0.1076861592 -0.0492955391 -0.0289969411
 4 -0.0710674524 0.2294802586 -0.2767253313
 5 -0.0266667306 -0.2719065772 -0.0591536507
 6 0.3853480075 0.0172331774 0.3358772210
 7 0.0710674522 0.2294802589 -0.2767253316
 8 0.0266667309 -0.2719065770 -0.0591536503
 9 -0.3853480076 0.0172331772 0.3358772209
Mode effective charge and its norm:
Z= 0.00000000000 0.0159080661 0.0000020096 Norm= 0.0159080663
n= 5 E IR&R
 hbarW= 0.58285208E-03 Ha = 0.15860211E-01 eV; nu= 0.12792125E+03 cm^-1
 1 0.0750340743 -0.1076820548 0.0502260531
 2 -0.1114922066 -0.0000000001 0.0000000000
 3 0.0750340742 0.1076820548 -0.0502260531
 4 -0.2462863619 -0.2627994415 0.2280661351
 5 0.2551052896 -0.2184164183 -0.3536922309
 6 -0.0340512209 0.1936020463 0.1256104976
 7 -0.2462863620 0.2627994412 -0.2280661348
 8 0.2551052896 0.2184164186 0.3536922309
 9 -0.0340512205 -0.1936020463 -0.1256104979
Mode effective charge and its norm:
Z= 0.0159051835 0.0000000000 0.0000000000 Norm= 0.0159051835
...
--- Lattice and static dielectric tensors ---
[2.1944 0.0000 0.0000] [4.7545 0.0000 0.0000]
[0.0000 2.1944 0.0000] [0.0000 4.7545 0.0000]
[0.0000 0.0000 2.3874] [0.0000 0.0000 4.9616]
```

各モードの振動数と固有ベクトルの次にモード有効電荷が出力されている。'Z='の次に並んでいる三つの値がモード有効電荷のデカルト座標での三成分である。'Norm='の次の値はこのベクトルの大きさである。最後の三行に格子誘電率が出力されている。右側の 3x3 の行列が格子誘電率である。左側にはその格子誘電率に電子誘電率を加えた行列が出力されている。これから、格子誘電率は $\epsilon_{xx}^{lat} = \epsilon_{yy}^{lat} = 2.2, \epsilon_{zz}^{lat} = 2.4$ と計算されたことが分かる。そして、静的誘電率が $\epsilon_{xx}^0 = \epsilon_{yy}^0 = 4.8, \epsilon_{zz}^0 = 5.0$ となることが分かる。

### 11.4.3 計算例：AIN の圧電定数の計算

#### 11.4.3.1 計算手順

AIN の圧電定数の計算を例として、圧電定数の計算の仕方を説明する。まず、圧電定数計算の準備の手順を示す。

1. 理論的な平衡格子定数を決定する。
2. 平衡格子定数において、構造最適化を行う。
3. nfdynm.dataの最後に書かれている最適構造でのPHASEの入力を作成する。
4. ベリー位相計算を行うディレクトリberryを作成する。
5. ディレクトリberryには、Perlスクリプトprep\_zeff.plが参照する、入力のテンプレートをディレクトリtemplate\_berryとtemplate\_scfに置く。入力テンプレートは3.で作成した入力を編集して作成する。
6. 振動解析を行うディレクトリphononを作成する。
7. 3.で作成した入力を編集して、振動解析、有効電荷計算と圧電応答解析に必要な記述がある入力を作成し、ディレクトリphononに置く。
8. 圧電応答解析を行うディレクトリpiezoを作成し、その下にディレクトリclampedとinternalを作成する。
9. ディレクトリclampedには、Perlスクリプトprep\_piezo.plが参照する、入力のテンプレートをディレクトリtemplate\_berryとtemplate\_scfに置く。入力テンプレートは3.で作成した入力を編集して作成する。
10. ディレクトリinternalには、Perlスクリプトprep\_strfrfc.plが参照する、入力のテンプレートをtemplate\_scfに置く。入力テンプレートは3.で作成した入力を編集して作成する。
11. ディレクトリberryで、prep\_zeff.plを実行して、自動実行のためのPerlスクリプトexec\_zeff.plと実際に使用する入力を作成し、exec\_zeff.plを実行して有効電荷計算に必要なベリー位相を計算する。なお、prep\_zeff.plはPATH\_TO\_PHASE0/binにある。
12. ディレクトリphononで振動解析のための力計算を行う。
13. ディレクトリpiezo/clampedで、prep\_piezo.plを実行して、自動実行のためのPerlスクリプトexec\_piezo.plと実際に使用する入力を作成し、exec\_piezo.plを実行してイオン固定圧電定数の計算に必要なベリー位相を計算する。なお、prep\_piezo.plはPATH\_TO\_PHASE0/binにある。
14. ディレクトリpiezo/internalで、prep\_strfrfc.plを実行して、自動実行のためのPerlスクリプトexec\_strfrfc.plと実際に使用する入力を作成し、exec\_strfrfc.plを実行してひずみ-力結合定数の計算に必要な原子に作用する力を計算する。なお、prep\_strfrfc.plはPATH\_TO\_PHASE0/binにある。
15. ディレクトリphononで振動解析を行い、最後にベリー位相とひずみ-力結合定数を読み込んで圧電定数を計算する。

1.格子定数決定と 2.構造最適化の仕方については、2 章や 3 章を見よ。3.では原子の座標をデカルト座標で入力するので、coordinate\_system を cartesian に設定する。以降の節で、4 から 15 について、順に説明する。

#### 11.4.3.2 ベリー位相計算

入力の作り方と計算方法は格子誘電率計算の場合と同一です。入力例がディレクトリ samples/lattice/AIN/berry にあります。AIN の場合、prep\_zeff.pl は次のように実行すれば、正しい結果が得られる入力を作成できます。

```
prep_zeff.pl 0.1 '1 3' '6 6 15' '6 6 15' '6 6 15'
```

原子変位を 0.1 a.u.とし、1 番目と 3 番目の原子のボルン有効電荷を実際に計算するように指定しています。n1xn2xJ はすべての方向で 6x6x15 としています。あとは、作成された exec\_zeff.pl を次のように実行してください。

```
exec_zeff.pl phase ekcal 1
```



最後の1は1MPI 並列で計算することを指定しています。この入力では最大7MPI 並列まで指定できます。

### 11.4.3.3 格子振動解析

入力の作り方と計算方法は格子誘電率計算の場合と同一です。入力例がディレクトリ `samples/lattice/AlN/phonon` にあります。この計算が完了した段階で格子誘電率を計算することができます。

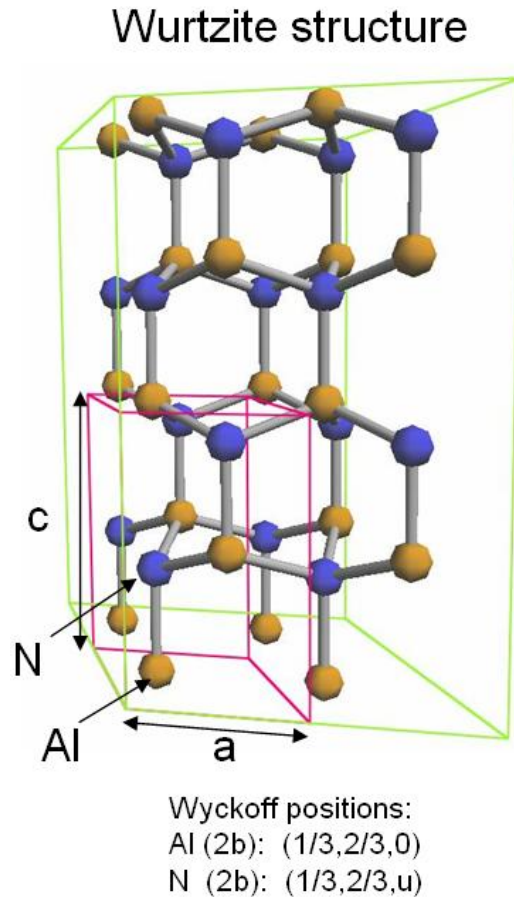


図 11.5 Wurtzite 構造の AlN

### 11.4.3.4 圧電定数のイオン固定項の計算

ディレクトリ `berry` に作成した入力テンプレートに類似したものをディレクトリ `piezo/clamped` に作成します。原子の座標は内部座標で入力します。図 4 に示す構造の AlN の場合、次のようになります。

```
atom_list{
 coordinate_system = internal ! {cartesian|internal}
 atoms{
 !#tag rx ry rz element mobile
 0.3333333333 0.6666666666 0.0000000000 Al off
 0.6666666666 0.3333333333 0.5000000000 Al off
 0.3333333333 0.6666666666 0.3820000000 N on
 0.6666666666 0.3333333333 0.8820000000 N on
 }
}
```

ボルン有効電荷の計算ではないので、原子を変位させる入力はありません。圧電定数を計算する場合は、結晶を歪ませるための以下に示す入力が必要になります。

```
strain{
 sw strained cell = ON
```

```

 e11 = <E11>, e22 = <E22>, e33 = <E33>
 e23 = <E23>, e32 = <E32>
 e31 = <E31>, e13 = <E13>
 e12 = <E12>, e21 = <E21>
}

```

<E11>などは `prep_piezo.pl` によって置き換えられて、実際に使用される入力を作成されます。ベリ一位相計算の入力はボルン有効電荷の計算の場合と同じです。

```

Berry_phase{
 sw_berry_phase = on
 g_index = <G_INDEX>
 mesh{ n1 = <MESH_N1>, n2 = <MESH_N2>, J = <MESH_J> }
}

```

`prep_piezo.pl` が読み込む入力テンプレートが作成したら、`prep_piezo.pl` を実行します。引数を付けずに `prep_piezo.pl` を実行すると、引数の情報が得られます。

```
prep_piezo.pl STRAIN INDEX_LIST MESH1 MESH2 MESH3
```

**STRAIN** はひずみの大きさで、**INDEX\_LIST** は零でないひずみ成分の縮約表示の指数のリストです。**MESH1** などは `prep_zeff.pl` と同じです。**AIN** の場合、次のようにすれば圧電定数の零でないすべての成分  $e_{31}$ ,  $e_{33}$ ,  $e_{15}$  を計算できます。

```
prep_piezo.pl 0.01 '1 3 5' '6 6 15' '6 6 15' '6 6 15'
```

ひずみの大きさを 0.01 として、零でないひずみ成分を  $\epsilon_1, \epsilon_3, \epsilon_5$  としています。生成された `exec_piezo.pl` を次のように実行します。

```
exec_piezo.pl phase ekcal 1
```

最後の 1 は 1 MPI 並列で計算することを指定しています。この入力では最大 4MPI 並列まで指定できます。計算が完了すると `berry.data` が `piezo/clamped` ディレクトリに作成されます。それを `scf_e0` ディレクトリにコピーして、入力 `nfinput.data` に

```

Postprocessing{
 polarization{
 sw_bp_property = ON
 property = piezoelectric_const
 }
}

```

を書き加えます。`condition` を以下のように書き変えて、継続計算を行います。

```

Control{
 condition = continuation
}

```

出力 `output001` に次のような圧電定数のイオン固定項の値が出力されます。

```

=== Piezoelectric constant (C/m^2) ===
 1 -0.0000488692 0.0000008508 0.2508631403
 2 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
 3 0.0000015381 0.0000020659 -0.3977128777
 4 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
 5 0.3321219558 0.0000004282 0.0030073377
 6 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000

```

列は左から  $x, y, z$  方向に対応しています。この結果は圧電定数のイオン固定項の値が  $e_{31}^{(0)} = 0.251C/m^2$ ,

$e_{33}^{(0)} = -0.398C/m^2$ ,  $e_{15}^{(0)} = 0.332C/m^2$  であることを示しています。零であるべきところが零になっていませんが、それは数値計算誤差によるものです。

### 11.4.3.5 圧電定数の内部ひずみ項の計算

prep\_strfrc.pl が読み込む入力テンプレート template\_scf はディレクトリ clamped に作成したものをコピーして作成してください。

```
cd piezo/internal
```

```
cp -R ../clamped/template_scf .
```

prep\_strfrc.pl を引数を付けずに実行すると、引数の情報が得られます。

```
prep_strfrc.pl STRAIN INDEX LIST
```

引数の意味は prep\_piezo.pl の引数と同じです。AIN の場合、次のように実行します。

```
prep_strfrc.pl 0.02 '1 3 5'
```

ひずみ-力結合定数を差分で計算するとき、大きさの同じ正と負のひずみで、結晶を変形させます。そのひずみの大きさを 0.02 にしています。生成された exec\_strfrc.pl を次のように実行します。

```
exec_strfrc.pl phase 1
```

最後の 1 は 1 MPI 並列で計算することを指定しています。この入力では最大 6MPI 並列まで指定できます。

計算が完了すると、ディレクトリ piezo/internal に strfrc.data が作成されます。これをディレクトリ phonon にコピーします。ディレクトリ phonon に移り、入力 nfinput.data を次のように書き換えます。

```
Phonon{
 sw_phonon = on
 sw_calc_force = off
 displacement = 0.05
 sw_vibrational_modes = on
 sw_internal_strain_piezoelectric_tensor = on
}
Postprocessing{
 Polarization{
 sw_bp_property = on
 property = effective_charge
 }
}
```

sw\_calc\_force を off とし、sw\_internal\_strain\_piezoelectric\_tensor を on とし、sw\_bp\_property を on とします。

phase を実行して得られる出力 output001 に次のような圧電定数の内部ひずみ項の値が出力されます。

```
=== Internal-strain piezoelectric tensor (C/m^2) ===
 1 0.0000000000 -0.0001106316 -0.9017585866
 2 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
 3 0.0000000000 0.0000000000 2.0047352963
 4 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
 5 -0.6775051139 0.0000000000 0.0000006994
 6 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
```

列は左から x,y,z 方向に対応しています。この結果は圧電定数の内部ひずみ項の値  $e_{ij}^{(1)}$  が  $e_{31}^{(1)} = -0.902C/m^2$ ,

$e_{33}^{(1)} = 2.005C/m^2$ ,  $e_{15}^{(1)} = -0.678C/m^2$  であることを示しています。零であるべきところが零になっていませ

んが、それは数値計算誤差によるものです。AIN の圧電定数の計算結果を表 9 にまとめて示します。計算結果は実験と一致しています。

表 11.2 AIN の圧電定数( $C/m^2$ )

| 成分       | イオン固定項 | 内部ひずみ項 | 合計     | 実験値   |
|----------|--------|--------|--------|-------|
| $e_{31}$ | 0.251  | -0.902 | -0.651 | -0.58 |
| $e_{33}$ | -0.398 | 2.005  | 1.607  | 1.55  |
| $e_{15}$ | 0.332  | -0.678 | -0.345 | -0.48 |

## 11.4.4 計算例 : GaAs-格子誘電率計算

### 11.4.4.1 ベリー位相計算

ベリー位相計算は `ekcal` を用いて行います。

まず、GaAs 結晶のボルン有効電荷計算を求めるのに必要とされるベリー位相の計算を行うために、`samples/lattice/GaAs/berry` というディレクトリに移ります。

```
cd PATH_TO_PHASE0/samples/GaAs/berry
```

ここには、ベリー位相計算の入力テンプレートが収められている `template_berry` とベリー位相計算の入力として与える電子密度を計算する SCF 計算の入力テンプレートが `template_scf` に収められています。これらのファイルは実際に使用する入力を作成する Perl スクリプト `prep_zeff.pl` が参照します。まず、`template_scf` にある `nfinput.data` には通常の SCF 計算の入力と違い、原子を X,Y,Z 方向に変位させるための、記述があります。それは、`atoms` ブロックの次に書かれています。

```
displacement{
 sw_displace_atom = on
 displaced_atom = <ATOM_ID>
 ux = <Ux>
 uy = <Uy>
 uz = <Uz>
}
```

`displaced_atom` には変位させる原子を指定し、原子の変位ベクトルがデカルト座標のベクトル(`ux,uy,uz`)と表すものとして、`ux,uy,uz` に入力します。(ただし、`coordinate_system` は `cartesian` になっているものとします。)

`displaced_atom,ux,uy,uz` には `<ATOM_ID>,<Ux>,<Uy>,<Uz>` が指定されていますが、これらは `calc_zeff.sh` が実際に使用する入力を作るときに置き換えますので、必ずこのように入力してください。

`template_berry` に収められている `nfinput.data` を見ると、ベリー位相計算を行うときに必要となるタグが見つかります。

```
Berry_phase{
 sw_berry_phase = on
 g_index = <G_INDEX>
 mesh{ n1 = <MESH_N1>, n2 = <MESH_N2>, J = <MESH_J> }
}
```

`g_index` には逆格子ベクトルのインデックス(1、2、または3)を指定します。ブロック `mesh` では、`k` 空間のメッシュを `n1,n2,J` で指定します。`n1,n2` は `scf` 計算の時と同程度にします。`J` はそれよりも3倍から5倍大きくとります。`g_index,n1,n2,J` には `<G_INDEX>,<MESH_N1>,<MESH_N2>,<MESH_J>` が指定されていますが、これらは `prep_zeff.pl` が実際に使用する入力を作るときに置き換えますので、必ずこのように入力してください。ディレクトリに `PATH_TO_PHASE0/bin` ある `prep_zeff.pl` を以下のように実行します。

```
$ PATH_TO_PHASE0/bin/prep_zeff.pl 0.05 '1 2' '4 4 20' '4 4 20' '4 4 20'
```

一番目の引数が原子変位量であり、二番目の引数がボルン有効電荷を計算する原子の番号のリストです。最後の三つの引数では、`'n1 n2 J'` の様にメッシュパラメータ(`n1,n2,J`)を指定します。最初のメッシュパラメータは一番目の逆格子ベクトルに対して適用されます。つぎは二番目、その次は三番目というように対応付けられています。上記の様に実行すると、原子変位量は `0.05 bohr` になり、1番目の原子(Ga)と2番目の原子(As)のボルン有効電荷を計算します。どの逆格子ベクトルに対しても(4,4,20)メッシュパラメータが適用されます。この Perl スクリプトは `template_scf` と `template_berry` を参照して、実際に使用する入力を生成します。実際に使用する入力は `scf_a0,...,berry_a0_g1,...` といったディレクトリに置かれます。これらのディレクトリで `phase` または `ekcal` を実行しなければなりません、それを行う Perl スクリプト `exec_zeff.pl` が生成されていますので、それを以下のようにして実行します。

```
$./exec_zeff.pl "PATH_TO_PHASE0/bin/phase" ¥
```

```
" PATH_TO_PHASE0/bin/ekcal" "1"
```

このスクリプトの実行が終了すると、**berry.data** というファイルが生成されます。これには、ボルン有効電荷を計算するためのベリー位相のデータが収められています。これを **phonon** ディレクトリにコピーします。

```
$ cp berry.data ../phonon
```

#### 11.4.4.2 振動解析および格子誘電率計算

次に、振動解析を行うディレクトリ **phonon** に移ります。

```
$ cd ../phonon
```

このディレクトリの **PHASE** の入力 **nfinput.data** には振動解析を制御する **Phonon** ブロックがあります。

```
Phonon{
 sw_phonon = on
 sw_calc_force = on
 displacement = 0.1
 sw_vibrational_modes = on
 point_group = Td
 sw_lattice_dielectric_tensor = off
}
```

**GaAs** の構造の点群は  $T_d$  であるので、**point\_group** にそれを指定しています。**sw\_calc\_force** と **sw\_vibrational\_modes** がともに ON になっているので、振動解析のための力計算を行い、それがすべて完了したあとに、振動解析が行われます。

**SCF** 計算行ったときと同じ様にして、**PHASE** を実行してください。

```
% mpirun -np 1 PATH_TO_PHASE0/bin/phase
```

この計算が終わると **force.data** が出力されます。

先の入力で **sw\_calc\_force** を OFF にし、**sw\_lattice\_dielectric\_tensor** を ON にして、格子誘電率を計算します。**berry.data** を読み込み有効電荷を計算するために、下記の様に **sw\_effective\_charge** を ON にしなければいけません。

```
Postprocessing{
 Polarization{
 sw_bp_property = on
 property = effective_charge
 }
}
```

先ほどと同様に **PHASE** を実行します。

```
% mpirun -np 1 PATH_TO_PHASE0/bin/phase
```

この計算が終わると、出力ファイル **mode.data** に振動解析の結果、モード有効電荷、格子誘電率が出力されます。

```
n= 6 T2 IR&R
 hbarW= 0.12314123E-02 Ha = 0.33508432E-01 eV; nu= 0.27026376E+03 cm^-1
 1 0.7197015024 0.0000000000 0.0000000000
 2 -0.6942836217 0.0000000000 0.0000000000
 Mode effective charge and its norm:
 Z= 0.3438767680 0.0000000000 0.0000000000 Norm= 0.3438767680
--- Lattice and static dielectric tensors ---
[1.8176 0.0000 0.0000] [1.8176 0.0000 0.0000]
[0.0000 1.8176 0.0000] [0.0000 1.8176 0.0000]
[0.0000 0.0000 1.8176] [0.0000 0.0000 1.8176]
```

振動解析だけを行ったときとは違い、各モードの振動数と固有ベクトルの次にモード有効電荷が出力されています。

す。'Z='の次に並んでいる三つの値がモード有効電荷のデカルト座標での三成分です。'Norm='の次の値はこのベクトルの大きさです。最後の三行に格子誘電率が出力されています。左側の 3x3 の行列が格子誘電率です。右側にはその格子誘電率に電子誘電率を加えた行列が出力されます。この計算では、電子誘電率を入力しなかったため、電子誘電率の値はゼロになっています。格子誘電率は 1.8 と計算されています。

ボルン有効電荷は output001 に出力されています。

```

--- Corrected effective charges ---
 [2.06653 0.00000 0.00000]
Zeff(1) = [0.00000 2.06653 0.00000]
 [0.00000 0.00000 2.06653]

 [-2.06653 0.00000 0.00000]
Zeff(2) = [0.00000 -2.06653 0.00000]
 [0.00000 0.00000 -2.06653]

```

'Corrected effective charges'というタイトル以下に書かれている 3x3 の行列がボルン有効電荷テンソルです。'Zeff'の後の括弧の中の番号は原子の番号です。Ga 原子のボルン有効電荷は 2.07 と計算され、As のボルン有効電荷は-2.07 と計算されています。

## 11.5 UVSOR-Berry-Phonon (改良版)

### 11.5.1 概要

prep\_zeff.pl, prep\_piezo.pl などの Perl スクリプトを利用して、格子誘電率や圧電定数の計算を行う方法を説明しました。PHASE/0 には、これらの Perl スクリプトを統合し、さらに機能を充実させた新しいスクリプト、berry.pl が付属しています。ここでは、この berry.pl スクリプトの利用方法を説明します。なお、以前のバージョンからあった prep\_zeff.pl, prep\_piezo.pl などの Perl スクリプトも変わらず利用することも可能です。

### 11.5.2 使用方法

berry.pl スクリプトの利用方法を説明します。基本的な使い方（テンプレート入力データの準備の仕方など）は以前のスクリプトと同様ですが、より柔軟な制御が可能となっています。

#### 11.5.2.1 準備

berry.pl による計算を行う前に、「テンプレート入力ファイル」を格納したディレクトリーを、実行したい計算に応じて作成する必要があります。以下、ケースごとにテンプレート入力ファイルの作成方法を説明します。

##### (1) ボルン有効電荷に必要なベリー位相の計算を行う場合

ボルン有効電荷を計算するために必要なベリー位相は、格子誘電率および圧電定数の内部ひずみ項の計算に必要です。対称性から等価でないすべての原子を  $x,y,z$  の 3 方向に変位させ、さらに各々のケースで 3 つの逆格子ベクトルに対応するベリー位相を計算する必要があります。変位をさせないケースも必要なので、原子数 $\times 3 \times 3 + 3$ 種類のベリー位相を評価する計算を行います。

##### ● SCF 計算のテンプレートディレクトリー

まず、通常の PHASE の SCF 計算用の入力データを用意します。原子座標は、構造最適化が施されているものを指定します。また、上述のように原子を変位させるので、対称性の指定は行わないようにします。この入力データを、任意のディレクトリー（たとえば `template_scf`）に置きます。file\_names.data ファイルも通常通り置きます。この入力パラメーターファイルに、以下を加えます。

```
structure{
 atom_list{
 sw_displace_atom = on
 displaced_atom = <ATOM_ID>
 ux = <Ux>
 uy = <Uy>
 uz = <Uz>
 }
}
```

<ATOM\_ID>, <Ux>, <Uy>, <Uz>は berry.pl によって実際に利用する値に置き換えられるプレースホルダーです。大文字、小文字の違いも含め、この通りに記述する必要があります。

##### ● ベリー位相計算のテンプレートディレクトリー

つぎに、ベリー位相計算用のテンプレートディレクトリー（たとえば `template_berry`）を、SCF テンプレートディレクトリーと同じ階層に作成します。このテンプレートディレクトリーの下に、ekcal 用の入力データを作成します。通常の ekcal 入力に、以下を加えます。

```
structure{
 atom_list{
```

```

 sw_displace_atom = on
 displaced_atom = <ATOM_ID>
 ux = <Ux>
 uy = <Uy>
 uz = <Uz>
 }
}
...
Berry_phase{
 sw_berry_phase = on
 g_index = <G_INDEX>
 mesh{
 n1 = <MESH_N1>
 n2 = <MESH_N2>
 J = <MESH_J>
 }
}
}

```

<ATOM\_ID>, <Ux>, <Uy>, <Uz>は SCF 計算の場合と同様です。<G\_INDEX>, <MESH\_N1>, <MESH\_N2>, <MESH\_J>は計算実行時にベリ一位相計算に必要なメッシュパラメーターに置き換わるプレースホルダーです。大文字、小文字の違いも含め、この通りに記述する必要があります。

また、file\_names.data は以下のように記述する必要があります。

```

&fnames
F_INP = './nfinp.data'
....
F_CHGT = './<SCF_DIR>/nfchgt.data'
/

```

<SCF\_DIR>は、計算実行時に対応する SCF 計算ディレクトリー名に置き換わるプレースホルダーです。大文字、小文字の違いも含め、この通りに記述する必要があります。

## (2) 圧電定数のイオン固定項の計算に必要なベリ一位相を計算する場合

圧電定数のイオン固定項を計算する場合、ひずみ下でのベリ一位相が必要となります。対称性から 0 にならないひずみ成分を指定し、各ひずみ成分に対して 3 つの逆格子ベクトルにそったベリ一位相を計算します。必要なベリ一位相の数は、参照データとしてひずんでいない系のベリ一位相も計算するので、“0 にならない成分の数×3+3”です。この計算の場合も、ボルン電荷の場合と同様に SCF 計算用およびベリ一位相計算用のテンプレートディレクトリーを作成します。

### ● SCF 計算用のテンプレートディレクトリー

ボルン電荷の場合は原子を変位させた計算を行います。圧電定数のイオン固定項の場合は単位胞をひずませた計算を行います。ボルン有効電荷の場合と同じように、SCF 計算用の入力パラメーターファイルをテンプレートディレクトリーの下に置き、以下のような設定を施します。

```

structure{
 strain{
 sw_strained_cell = on
 e11 = <E11>
 e22 = <E22>
 e33 = <E33>
 e23 = <E23>

```



```

 e32 = <E32>
 e31 = <E31>
 e13 = <E13>
 e12 = <E12>
 e21 = <E21>
 }
}

```

<E11>, ... は計算実行時に設定したひずみに置き換わるプレースホルダーです。大文字、小文字の違いも含め、この通りに記述する必要があります。

- ベリー位相計算のテンプレートディレクトリー

ボルン有効電荷の場合と同じように、ekcal 用の入力パラメーターファイルをベリー位相計算用に作成したテンプレートディレクトリーの下に置き、以下のように編集します。

```

structure{
 strain{
 sw_strained_cell = on
 e11 = <E11>
 e22 = <E22>
 e33 = <E33>
 e23 = <E23>
 e32 = <E32>
 e31 = <E31>
 e13 = <E13>
 e12 = <E12>
 e21 = <E21>
 }
}
..
Berry_phase{
 sw_berry_phase = on
 g_index = <G_INDEX>
 mesh{
 n1 = <MESH_N1>
 n2 = <MESH_N2>
 J = <MESH_J>
 }
}
}

```

<E11>,...は SCF 計算の場合と同様です。また、<MESH\_N1>, <MESH\_N2>, <MESH\_J>はボルン電荷の場合と同様、計算実行時にベリー位相計算のメッシュパラメーターに置き換わります。また、ボルン電荷計算の場合と同様 file\_names.data は以下のように作成する必要があります。

```

&fnames
F_INP = './nfinp.data'
....
F_CHGT = '../<SCF_DIR>/nfchgt.data'
/

```

(3) 圧電定数の内部ひずみ項を計算するために必要な、ひずみ下での原子間力を計算する場合  
 この場合、作成する必要があるのは SCF 計算用のテンプレートディレクトリーのみです。テンプレートディレクトリーを作成し、その下に通常の SCF 計算用の入力パラメーターファイルと file\_names.data ファイルを置き

ます。SCF 計算用の入力パラメーターファイルには以下の内容を追加します。

```
structure{
 strain{
 sw_strained_cell = on
 e11 = <E11>
 e22 = <E22>
 e33 = <E33>
 e23 = <E23>
 e32 = <E32>
 e31 = <E31>
 e13 = <E13>
 e12 = <E12>
 e21 = <E21>
 }
}
```

### 11.5.2.2 コントロールファイルの記述

berry.pl の振る舞いは、コントロールファイルを介して指定します。たとえば、以下のような内容になります（#で始まる文はコメント文）。

```
#overall control
property = zeff
cpumax = 1000

#directories under which the template files reside
template_scf = scf
template_berry = berry

#parameters for the berry-phase calculation
atom_list = 1 3
strain_list = 1 3 5
displacement = 0.1
strain = 0.01
mesh1 = 6 6 15
mesh2 = 6 6 15
mesh3 = 6 6 15

#execution control
np = 4
ndir = 2
ne = 1
nk = 2
ne_b = 2
scf_command = mpiexec -np NP phase ne=NE nk=NK
berry_command = mpiexec -np NP ekcal ne=NE_B

#unit cell info, optional
a_vector = 5.01 0.0 0.0
b_vector = 0.0 5.01 0.0
c_vector = 0.0 0.0 5.01
```

この例からわかるように、パラメーター1 つにつき 1 行を利用し、“キーワード=値” という形式でパラメーターを指定します。利用できるキーワードとそのデフォルト値は下記の通り。

| キーワード          | 説明                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| property       | どのような計算を行うかを指定します。zeff, piezo, strfrc のいずれかです。zeff を指定するとボルン有効電荷用のベリー位相計算, piezo を選ぶと圧電定数のイオン固定項の計算に必要なひずみ下でのベリー位相計算, strfrc を選ぶと圧電定数の内部ひずみ項の計算に必要なひずみ下での原子間力の計算を行うことを指定することになります。デフォルト値は zeff。 |
| cpumax         | 計算の最大時間を秒の単位で指定します。ここで指定した時間よりも経過時間が長い場合、計算はすみやかに終了します。0 以下の値を指定すると、この条件では計算は終了しません。デフォルト値は 1。                                                                                                  |
| stopcheck      | 計算停止条件を満たしているかどうかをチェックする間隔を秒の単位で指定します。デフォルト値は 10。                                                                                                                                               |
| length_unit    | コントロールファイル中に利用される長さの単位を指定します。bohr, angstrom, nm のいずれかを指定します。デフォルト値は bohr。                                                                                                                       |
| template_scf   | SCF 計算用のテンプレートディレクトリーのディレクトリー名を指定します。デフォルト値は template_scf。                                                                                                                                      |
| template_berry | ベリー位相計算用のテンプレートディレクトリーのディレクトリー名を指定します。デフォルト値は template_berry。                                                                                                                                   |
| atom_list      | 変位させる原子の ID を、空白区切りで指定します。property=zeff の場合必須の指定です。                                                                                                                                             |
| strain_list    | ひずみ成分を空白区切りで指定します。対応は、次の通りです。<br>1 → 11 成分<br>2 → 22 成分<br>3 → 33 成分<br>4 → 23 成分<br>5 → 13 成分<br>6 → 12 成分<br><br>property=piezo および strfrc の場合必須の指定です。                                        |
| displacement   | 原子の変位量を指定します。property = zeff の場合に指定する必要があります。デフォルト値は 0.1 bohr。                                                                                                                                  |
| strain         | ひずみの量を指定します。property = piezo および strfrc の場合に指定する必要があります。デフォルト値は 0.01。                                                                                                                           |
| mesh1          | 1 番目の逆格子ベクトルに沿ったベリー位相計算のメッシュパラメーターを空白区切りで n1 n2 J のように指定します。property = zeff および piezo の場合必須の指定です。                                                                                               |
| mesh2          | 2 番目の逆格子ベクトルに沿ったベリー位相計算のメッシュパラメーターを空白区切りで n1 n2 J のように指定します。property = zeff および piezo の場合必須の指定です。                                                                                               |
| mesh3          | 3 番目の逆格子ベクトルに沿ったベリー位相計算のメッシュパラメーターを空白区切りで n1 n2 J のように指定します。property = zeff および piezo の場合必須の指定です。                                                                                               |
| np             | MPI プロセス数を指定します。デフォルト値は 1。                                                                                                                                                                      |
| ndir           | ディレクトリー並列数を指定します。デフォルト値は 1。                                                                                                                                                                     |
| ne             | バンド並列数を指定します。デフォルト値は 1。                                                                                                                                                                         |
| nk             | k 点並列数を指定します。デフォルト値は 1。                                                                                                                                                                         |
| ne_b           | ベリー位相計算時におけるバンド並列数を指定します。デフォルト値は 1。                                                                                                                                                             |
| scf_command    | PHASE の実行方法を指定します。たとえば、<br>scf_command = mpirun -np NP phase ne=NE nk=NK<br>などと指定します。NP, NE, NK は、計算実行時に上述の np, ne, nk に置き換わります。ただし、ディレクトリー並列の数によっては“あまり”が発生することがあ                              |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | り、その場合は <code>ne=NE nk=NK</code> は省略されて計算が投入されます。デフォルト値は <code>mpirun phase</code> ですが、利用している環境に合わせて適切な指定をする必要があります。                                                                                                                 |
| <code>berry_command</code> | <code>ekcal</code> の実行方法を指定します。たとえば、<br><code>berry_command = mpirun -np NP ekcal ne=NE_B</code><br>などと指定します。 <code>NE_B</code> は上述の <code>ne_b</code> に置き換わります。デフォルト値は <code>mpirun ekcal</code> であるが、利用している環境に合わせて適切な指定をする必要があります。 |
| <code>a_vector</code>      | <i>a</i> 軸の三成分を空白区切りで指定します。必須ではありませんが、指定しておくことでベリ一位相計算のメッシュパラメーターの参照値を算出します。                                                                                                                                                         |
| <code>b_vector</code>      | <i>b</i> 軸の三成分を空白区切りで指定します。必須ではありませんが、指定しておくことでベリ一位相計算のメッシュパラメーターの参照値を算出します。                                                                                                                                                         |
| <code>c_vector</code>      | <i>c</i> 軸の三成分を空白区切りで指定します。必須ではありませんが、指定しておくことでベリ一位相計算のメッシュパラメーターの参照値を算出します。                                                                                                                                                         |

### 11.5.2.3 スクリプトの実行

`berry.pl` を引数なしで実行すると、以下のようなメッセージが得られます。

```
% berry.pl
Usage : berry.pl control [OPTIONS]
```

第一引数にコントロールファイルのファイル名を指定し、さらに必要に応じてオプションを指定して制御する仕組みになっています。

以下のようなコマンドを実行すると、コントロールファイルの解釈と解析のみ行います。

```
% berry.pl control --mode=analyze
```

以下のようなコマンドを実行すると、コントロールファイルの解釈と解析のあと、計算用のディレクトリーの作成を実施します。

```
% berry.pl control --mode=gendir
```

以下のようなコマンドを実行すると、コントロールファイルの解釈と解析のあと、計算用のディレクトリーを作成し、さらに計算を実行します。

```
% berry.pl control --mode=exec
```

`--mode` オプションのデフォルト値は `gendir` です。

### 11.5.2.4 計算のストップ/リスタート

計算は、以下の条件のいずれかが満たされれば終了します。

- すべての計算が終了した。
- コントロールファイルの `cpumax` で指定した時間を経過時間が超えた。
- 作業ディレクトリーに `stop` という名前のファイルが作成された。

一方、リスタートは特に設定を行わずとも実行されます。計算を最初からやり直したい場合は、まず以下のコマンドによって計算用ディレクトリーを削除します。

```
% berry.pl --clean
```

リスタートは、通常の状態の場合はディレクトリー単位でのリスタートとなります。すなわち、あるディレクトリーにおいて途中で停止された計算は、そのディレクトリーにおいて最初から行われます。各ディレクトリーにおける計算をも継続して行う場合は、テンプレート入力の入力パラメーターファイルに以下の設定を記述する必

必要があります。

SCF 計算の場合：

```
control{
 condition = automatic
}
```

ベリー位相計算の場合：

```
control{
 condition = fixed_charge_autotmatic
}
```

このような設定を施しておくことによって、計算が継続可能かどうかを PHASE が判断し、可能な場合は継続計算を実行するようになります。

### 11.5.2.5 注意点

#### (1) ベリー位相計算用のメッシュ

ベリー位相の計算においては、対象としたい逆格子ベクトル  $\mathbf{b}_i$  に垂直な面の面積分と  $\mathbf{b}_i$  に沿った線積分が実行されます。面積分のメッシュを  $n1$   $n2$  で、線積分のメッシュを  $J$  で指定します。  $\mathbf{b}_i$  以外の 2 つの逆格子ベクトル

を  $\mathbf{b}_j$  とすると  $\mathbf{b}_j$  を  $\mathbf{b}_i$  に垂直な面に射影したベクトル、  $\mathbf{b}_j - |\mathbf{b}_j| \cos \theta_j \frac{\mathbf{b}_i}{|\mathbf{b}_i|}$ ， が面積分のメッシュの見積も

りの基準となるのでその長さから決めます。線積分のパラメーターは、  $\mathbf{b}_i$  の長さをもとに決定します。コントロールファイルに `a_vector`, `b_vector`, `c_vector` の指定を行っておくと、この長さの計算 (bohr<sup>-1</sup>単位) とそこから見積もられる参考のメッシュパラメーターが以下のように標準出力に出力されます (あくまで参照値であり、得られる結果の妥当性を保証するものではありません)。

```
|b_para1|, |b_para2| and |b_perp| (in bohr^-1 units)
for reciprocal vector no. 1 : 0.172224346323159, 0.107572987734313, 0.198867545420854
for reciprocal vector no. 2 : 0.172224346322494, 0.107572987734313, 0.198867545421622
for reciprocal vector no. 3 : 0.198867545420854, 0.198867545421622, 0.107572987734313

reference value for mesh parameters n1, n2 and J
for reciprocal vector no. 1 : 8, 5, 19
for reciprocal vector no. 2 : 8, 5, 19
for reciprocal vector no. 3 : 9, 9, 10
```

#### (2) ボルン電荷を計算するときに指定する原子

ボルン電荷の計算を行う際に指定する原子は、対称性から等価でない原子のみを指定します (等価な原子を指定しても結果は正しくですが、不要な計算を実行することになります)。たとえば、SiO<sub>2</sub> の場合 Si と O をどれか 1 つずつ選びます。

#### (3) 並列数の指定

並列の指定は、以下が満たされるように行ってください。

SCF 計算の場合 :  $np = n_{dir} \times n_e \times n_k$

ベリー位相計算の場合 :  $np = n_{dir} \times n_{e_b}$

この関係が成立しない場合、`berry.pl` はその旨を出力し終了します。

### 11.5.3 計算例題：AIN の格子誘電率、圧電定数

例題として、AIN を取り上げます。格子誘電率、圧電定数のイオン固定項、圧電定数の内部ひずみ項の計算例を紹介します。各計算は、成すべき手続きが多いので、1 ステップずつ解説していきます。なお、ここで利用するサンプルデータは `samples/uvSOR/lattice/AIN` 以下にあります。以降の説明は、このディレクトリーにいるものとして行います。

#### 11.5.3.1 AIN の格子誘電率

##### (1) 格子振動解析

まずは、格子振動解析を行います。`phonon` の下に格子振動解析を行うための入力データがおかれています。この計算は、通常の `PHASE` の計算と同じように実行します。

##### (2) ベリー位相の計算

ついで、ベリー位相の計算を行います。利用する入力テンプレートディレクトリーは、`berry` 以下にあります。

```
% cd berry
% ls
control template_berry template_scf
```

`control` が `berry.pl` のコントロールファイルです。`template_berry`, `template_scf` はそれぞれベリー位相および `SCF` 計算用の入力テンプレートディレクトリーです。その内容をみると、入力パラメーターファイルには `<ATOM_ID>`, `<Ux>` など、通常の `PHASE` の計算では利用しない文字列が確認できます。これらの文字列は、`berry.pl` 実行時に適切な値に置き換わる仕組みになっています。

`control` ファイルは、以下のような内容です。

```
property=zeff
cpumax=10000

template_scf = template_scf
template_berry = template_berry

atom_list = 1 3
displacement = 0.1
mesh1 = 6 6 15
mesh2 = 6 6 15
mesh3 = 6 6 15

np = 8
ndir = 2
ne = 2
nk = 2
ne_b = 4
scf_command = mpiexec -n NP $HOME/phase0_2015.01/bin/phase ne=NE nk=NK
berry_command = mpiexec -n NP $HOME/phase0_2015.01/bin/ekcal ne=NE_B
```

このうち、変更する必要があるのは実行制御部分です。`np`, `ndir`, `ne`, `nk`, `ne_b` を利用したい MPI プロセス数に合わせて編集します。また、`scf_command` に `PHASE` の実行方法を、`berry_command` に `ekcal` の実行方法を指定します。コントロールファイルの実行制御部分を適切に編集したら、以下の要領で `berry.pl` を実行します。

```
% berry.pl control --mode=exec
```

この例では、1番目と3番目の原子（AlとN）を変位させてベリー位相の計算を行うので、合計で7のSCF計算と21のベリー位相の計算が行われます。

計算がすべて終了すると、作業ディレクトリーに**berry.data**というファイルが作成されますが、これを格子振動解析を行ったディレクトリー（この例では**phonon**）にコピーします。

```
% cp berry.data ../phonon
```

### (3) 格子誘電率の計算

格子振動解析とベリー位相の計算が終了すれば、格子誘電率を計算するための準備はできています。まず、格子振動解析のディレクトリーへ移ります。

```
% cd ../phonon
```

格子振動解析の入力パラメーターファイルに、以下の変更を施します。

- **phonon** ブロックの **sw\_calc\_force** を **off** とする。
- **sw\_lattice\_dielectric\_tensor** を **on** とする。
- **postprocessing** ブロックの下の **polarization** ブロックの下で、**sw\_bp\_property** を **on** とし、**property** を **effective\_charge** とする。

以下に、具体的な変更箇所を示しました。赤字で示した部分が変更を要する部分です。

```
Phonon{
```

```
 sw_phonon = on
 sw_vibrational_modes = on
 sw_calc_force = off
 sw_lattice_dielectric_tensor = on
}
postprocessing{
 polarization{
 sw_bp_property = on
 property = effective_charge
 }
}
```

この状態で**PHASE**を実行します。この計算の負荷は非常に軽いので、通常並列で実行する必要はありません。

計算結果は、**outputxxx** ファイルと **mode.data** ファイルに記録されます。**outputxxx** ファイルには、ボルン有効電荷の計算結果が記録されます。最終結果は、**--- Corrected effective charges ---**のあとに記録されます。今の例の場合、以下のようにすれば計算されたボルン有効電荷を抽出することができます（格子誘電率計算のログファイルを**output001**とします）。

```
% grep -A16 'Corrected effective' output001
--- Corrected effective charges ---
 [2.50954 0.00000 0.00000]
Zeff(1) = [0.00000 2.50954 0.00000]
 [0.00000 0.00000 2.64146]

 [2.50954 0.00000 0.00000]
Zeff(2) = [0.00000 2.50954 0.00000]
 [0.00000 0.00000 2.64146]

 [-2.50954 0.00000 0.00000]
Zeff(3) = [0.00000 -2.50954 0.00000]
 [0.00000 0.00000 -2.64146]
```

```

 [-2.50954 0.00000 0.00000]
Zeff(4) = [0.00000 -2.50954 0.00000]
 [0.00000 0.00000 -2.64146]

```

格子誘電率は、mode.data ファイルの最後に、以下のような形式で記録されます。

```

--- Lattice and static dielectric tensors ---
[3.7058 0.0000 0.0000] [3.7058 0.0000 0.0000]
[0.0000 3.7058 0.0000] [0.0000 3.7058 0.0000]
[0.0000 0.0000 4.9314] [0.0000 0.0000 4.9314]

```

結果が 2 組記録されます。1 つめが格子誘電率の計算結果ですが、2 つめは電子系誘電率の記述が入力パラメータファイルにあった場合それを加えた結果が出力されます。記述がない場合、1 つめと同じ結果が出力されます。

### 11.5.3.2 AlN の圧電定数のイオン固定項

#### (1) ベリー位相の計算

圧電定数のイオン固定項を計算するためには、ひずみ下でのベリー位相が必要です。そのような計算を行うための入力テンプレートディレクトリーが `piezo/clamped` 以下にあります。

```

% cd piezo/clamped
% ls
control template_berry template_scf

```

`control` が `berry.pl` 用のコントロールファイル、`template_berry` と `template_scf` がそれぞれベリー位相計算および SCF 計算用の入力テンプレートディレクトリーです。その内容をみると、入力パラメータファイルには `<E11>`、`<E22>` など、通常の PHASE の計算では利用しない文字列が確認できます。これらの文字列は、`berry.pl` 実行時に適切な値に置き換わる仕組みになっています。

`control` ファイルの内容は 11.5.3.1 の場合とほぼ同じですが、以下に示すように `strain_list` と `strain` の設定がなされている点が異なります。また、`atom_list` と `displacement` は不要なので消してあります（指定があっても問題はありません）。

```

property=zeff
cpumax=10000
...
...
strain_list = 1 3 5
strain = 0.01
mesh1 = 6 6 15
mesh2 = 6 6 15
mesh3 = 6 6 15
...
...

```

実行制御部分の変更は、11.5.3.1 の場合と同じように行います。

コントロールファイルの実行制御部分を適切に編集したら、以下の要領で `berry.pl` を実行します。

```

% berry.pl control --mode=exec

```

この例では、1, 3, 5 成分のひずみを与えてベリー位相の計算を行うので、ひずみのない場合もいれて合計で 4 の SCF 計算と 12 のベリー位相の計算が行われます。

計算がすべて終了すると、作業ディレクトリーに `berry.data` というファイルが作成されますが、これを `scf_e0` ディレクトリー (`berry.pl` によって作成されたディレクトリーの 1 つ) にコピーします。



```
% cp berry.data scf_e0/
```

## (2) 圧電定数のイオン固定項の計算

圧電定数のイオン固定項は、scf\_e0 ディレクトリーにおいて行います。

```
% cd scf_e0
```

このディレクトリーにある入力パラメーターファイルに、以下の変更を施します。

- condition を continuation とする。
- postprocessing ブロックの下の polarization ブロックにおいて、変数 sw\_bp\_property を on とし、property に piezoelectric\_const を指定する。

以下に、具体的な変更箇所を示します。赤字で示した部分が変更を要する部分です。

```
Control{
 condition = continuation
}
...
...
postprocessing{
 polarization{
 sw_bp_property = on
 property = piezoelectric_const
 }
}
```

この状態で PHASE を実行します。この計算の負荷は非常に軽いので、通常並列で実行する必要はありません。結果は、outputxxx ファイルに、Piezoelectric constant のあとに原子単位および C/m<sup>2</sup> 単位で記録されます。以下の要領でこの情報を抽出することができます。

```
% grep -A6 'Piezoelectric' output001
=== Piezoelectric constant (a.u.) ===
 1 -0.0000008823 0.0000000060 0.0043842675
 2 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
 3 -0.0000000034 0.0000000049 -0.0069512745
 4 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
 5 0.0058046970 -0.0000000097 0.0000525809
 6 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
=== Piezoelectric constant (C/m^2) ===
 1 -0.0000504820 0.0000003433 0.2508448251
 2 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
 3 -0.0000001971 0.0000002824 -0.3977155187
 4 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
 5 0.3321143610 -0.0000005530 0.0030084060
 6 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
```

0 になるべき項が 0 になっていないのは、数値誤差によるものです。

### 11.5.3.3 AlN の圧電定数の内部ひずみ項

#### (1) ひずみ下における原子間力の計算

圧電定数の内部ひずみ項を計算するためには、ひずみ下における原子間力が必要です。この計算を行うための例題が piezo/internal 以下にあります。

```
% cd piezo/internal
% ls
```

```
control template_scf
```

このケースではベリ一位相の計算は不要なので、テンプレート入力ディレクトリーは SCF 計算用のもののみとなっています。

template\_scf の内容は、11.5.3.2 の同名のディレクトリーと全く同じ内容です。ひずみを与える計算を行うため、入力パラメーターファイルにプレースホルダーが記述されています。control ファイルの内容もほぼ同じですが、property 変数には strfrc が指定されています。また、実行制御部分を環境に合わせて書き換える必要がある点もこれまでと同様です。

実行制御部分を書き換えたら、berry.pl を実行します。

```
% berry.pl control --mode=exec
```

3つのひずみ成分に対して、正と負のひずみを与えた計算を実行するので、計6つのSCF計算を実行することになります。

計算が終了したら、strfrc.data というファイルが作成されます。このデータと格子振動解析の結果を利用して内部ひずみ項を計算します。格子振動解析は、11.5.3.1 で実行した結果を再度利用するので、この格子振動解析を行ったディレクトリーに strfrc.data ファイルをコピーします。

```
% cp strfrc.data ../../phonon
```

## (2) 圧電定数の内部ひずみ項の計算

圧電定数の内部ひずみ項は、上述の phonon ディレクトリーにおいて行います。

```
% cd ../../.../phonon
```

内部ひずみ項の計算にはここで計算した strfrc.data のほかに原子を変位させたときのベリ一位相も必要であるが、ベリ一位相の計算は 11.5.3.1 において実行済みなのでこれを再利用します。

phonon ディレクトリーの入力パラメーターファイルに、以下の変更を施します (大体的な変更は、11.5.3.1 において施したもの)。

- phonon ブロックの sw\_calc\_force を off とする。
- sw\_internal\_strain\_piezoelectric\_tensor を on とする。
- sw\_lattice\_dielectric\_tensor を off とする。
- postprocessing ブロックの下の polarization ブロックの下で、sw\_bp\_property を on とし、property を effective\_charge とする。

以下に、具体的な変更箇所を示します。赤字で示した部分が変更を要する部分です。

```
Phonon{
 sw_phonon = on
 sw_vibrational_modes = on
 sw_calc_force = off
 sw_internal_strain_piezoelectric_tensor = on
 sw_lattice_dielectric_tensor = off
}
postprocessing{
 polarization{
 sw_bp_property = on
 property = effective_charge
 }
}
```

この状態で PHASE を実行します。この計算の負荷は非常に軽いので、通常並列で実行する必要はありません。

結果は、outputxxx ファイルに、Internal-strain piezoelectric tensor のあとに原子単位および C/m<sup>2</sup> 単位で記録されます。以下の要領でこの情報を抽出することができます。

```
% grep -A6 'Internal-strain' outputxxx
=== Internal-strain piezoelectric tensor (a.u.) ===
 1 0.0000000000 0.0000000000 -0.0157392802
```

|                                                                  |               |              |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2                                                                | 0.0000000000  | 0.0000000000 | 0.0000000000  |
| 3                                                                | 0.0000000000  | 0.0000000000 | 0.0348231759  |
| 4                                                                | 0.0000000000  | 0.0000000000 | 0.0000000000  |
| 5                                                                | -0.0118073889 | 0.0000000000 | 0.0000000000  |
| 6                                                                | 0.0000000000  | 0.0000000000 | 0.0000000000  |
| === Internal-strain piezoelectric tensor (C/m <sup>2</sup> ) === |               |              |               |
| 1                                                                | 0.0000000000  | 0.0000000000 | -0.9005191764 |
| 2                                                                | 0.0000000000  | 0.0000000000 | 0.0000000000  |
| 3                                                                | 0.0000000000  | 0.0000000000 | 1.9923997401  |
| 4                                                                | 0.0000000000  | 0.0000000000 | 0.0000000000  |
| 5                                                                | -0.6755569503 | 0.0000000000 | 0.0000000000  |
| 6                                                                | 0.0000000000  | 0.0000000000 | 0.0000000000  |

最後に、表 11.3 に圧電定数の計算結果をまとめます。

表 11.3 AIN の圧電定数；単位は C/m<sup>2</sup>

| 成分              | イオン固定項 | 内部ひずみ項 | 合計     | 実験値   |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|
| e <sub>31</sub> | 0.251  | -0.901 | -0.650 | -0.58 |
| e <sub>33</sub> | -0.398 | 1.992  | 1.594  | 1.55  |
| e <sub>15</sub> | 0.332  | -0.676 | -0.344 | -0.48 |

## 11.6 線形応答時間依存密度汎関数法 (LR-TDDFT)

### 11.6.1 機能の概要

#### 11.6.1.1 はじめに

独立粒子近似における励起スペクトル計算では、Kohn-Sham 方程式の解として得られた固有エネルギー準位間の遷移の計算を行います。実際に観測される励起スペクトルは、粒子間の相互作用が働くために、遷移エネルギーやピーク強度が、独立粒子近似における予測とは異なる場合があります。ここでは、その相互作用を線形応答の範囲で取り入れた Linear-response Time-dependent density functional theory (LR-TDDFT) について説明します。

#### 11.6.1.2 固体への適用

独立粒子近似における、外場の変化に対する系の応答関数 $\chi^0$ は

$$\chi_{\mathbf{G}\mathbf{G}'}^0(\mathbf{q}, \omega) = 2 \int_{\text{BZ}} \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \sum_{n, n'} (f_{n\mathbf{k}-\mathbf{q}} - f_{n'\mathbf{k}}) \frac{\rho_{n'\mathbf{k}}^*(\mathbf{q}, \mathbf{G}) \rho_{n\mathbf{k}}(\mathbf{q}, \mathbf{G}')}{\omega - (\varepsilon_{n'\mathbf{k}} - \varepsilon_{n\mathbf{k}-\mathbf{q}}) + i\eta}$$

で表されます。ここで、

$$\rho_{n'\mathbf{k}}(\mathbf{q}, \mathbf{G}) = \langle n' \mathbf{k} | e^{i(\mathbf{q}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}} | n\mathbf{k} - \mathbf{q} \rangle$$

です。一方、粒子間のクーロン及び交換相互作用を取り入れた場合の応答関数 $\chi$ は、 $\chi^0$ と Dyson 方程式

$$\chi = \chi^0 + \chi^0(v + f_{\text{xc}})\chi$$

の関係にあります。ここで、 $v$ はクーロンカーネルで、

$$v_{\mathbf{G}}(\mathbf{q}) = \frac{4\pi}{|\mathbf{q} + \mathbf{G}|^2}$$

で表されます。一方、 $f_{\text{xc}}$ は交換相関カーネルですが、具体的な表式は定まっておらずいくつかのモデルが提案されています。以下に採用したモデルを記します。

- RPA (Random Phase Approximation)

$$f_{\text{xc}} = 0$$

- LRC (Long range correction)

$$f_{\text{xc}} = -\frac{\alpha}{|\mathbf{q} + \mathbf{G}|^2}$$

さて、実験と比較可能な量としては巨視的な誘電関数 $\varepsilon_M$ があります。これは、

$$\varepsilon_M(\omega) = 1 - v_0 \bar{\chi}_{\mathbf{G}=\mathbf{G}'} = 0(\omega)$$

を用いて算出します。なお、 $\bar{\chi}$ は $\chi$ に似た応答関数で、以下のようにクーロンカーネルの $\mathbf{G} = \mathbf{0}$ 成分を除去した関数です。

$$\bar{\chi} = \chi_0 + \chi_0(\bar{v} + f_{\text{xc}})\bar{\chi}$$

$$\bar{v}(\mathbf{q}) = \begin{cases} v_{\mathbf{G}}(\mathbf{q}) & \mathbf{G} \neq \mathbf{0} \text{ (134)} \\ 0 & \mathbf{G} = \mathbf{0} \text{ (135)} \end{cases}$$

#### 11.6.1.3 孤立系への適用

分子など孤立系では、 $f_{\text{xc}}$ として以下のようなモデルを採用しました。

- ALDA (Adiabatic Local Density Approximation)

$$f_{xc}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \frac{\partial v_{xc}(\rho(\mathbf{r}))}{\partial \rho}$$

この $f_{xc}$ を実空間メッシュ上で評価し、フーリエ変換して得られた $f_{xc}(\mathbf{G}, \mathbf{G}')$ を式(133)に代入すれば、誘電関数等のスペクトルが計算できます。しかし、このフーリエ変換の際に、電荷密度が小さい領域で精度が悪くなることが知られています。そこで、本プログラムでは、以下の様な手法を用いています。まず、相互作用のない電子空孔グリーン関数 $L^0$ を

$$\lim_{q \rightarrow 0} \chi_{GG'}^0(q, \omega) = -i \sum_{nn'} \sum_{\mathbf{k}} \lim_{q \rightarrow 0} [\rho_{n' n \mathbf{k}}^*(\mathbf{q}, \mathbf{G}) \rho_{n' n \mathbf{k}}(\mathbf{q}, \mathbf{G}')] L_{nn' \mathbf{k}}^0(\omega)$$

により定義します。同様に、相互作用を含んだ電子空孔グリーン関数 $\bar{L}$ を

$$\lim_{q \rightarrow 0} \bar{\chi}_{GG'}(q, \omega) = -i \sum_{nn'} \sum_{mm'} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \lim_{q \rightarrow 0} [\rho_{n' n \mathbf{k}}^*(\mathbf{q}, \mathbf{G}) \rho_{m' m \mathbf{k}'}(\mathbf{q}, \mathbf{G}')] \bar{L}_{nn' \mathbf{k}, mm' \mathbf{k}'}(\omega)$$

で定義します。 $\bar{L}$ と $L^0$ の関係は、Bethe-Salpeter 方程式

$$\bar{L}_{nn' \mathbf{k}, m' m \mathbf{k}'}(\omega) = L_{nn' \mathbf{k}}^0(\omega) \left[ \delta_{nm} \delta_{n' m'} \delta_{\mathbf{k} \mathbf{k}'} + i \sum_{ss'} \sum_{\mathbf{k}_1} \Xi_{nn' k_{ss'} \mathbf{k}_1} \bar{L}_{ss' \mathbf{k}_1, mm' \mathbf{k}'}(\omega) \right]$$

で表されます。ここで、

$$\Xi_{nn' k_{ss'} \mathbf{k}_1} = -V_{nn' k_{ss'} \mathbf{k}_1} - K_{nn' k_{ss'} \mathbf{k}_1}$$

$$V_{nn' k_{ss'} \mathbf{k}_1} = \frac{1}{\Omega N_{\mathbf{k}}} \sum_{\mathbf{G} \neq 0} \rho_{nn' \mathbf{k}}(\mathbf{q} = 0, \mathbf{G}) \rho_{ss' \mathbf{k}_1}^*(\mathbf{q} = 0, \mathbf{G}) v(\mathbf{G})$$

$$K_{nn' k_{ss'} \mathbf{k}_1} = 2 \int \int d\mathbf{r} d\mathbf{r}' \phi_{n\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}) \phi_{n'\mathbf{k}}(\mathbf{r}) f_{xc}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \phi_{s'\mathbf{k}'}(\mathbf{r}') \phi_{s\mathbf{k}_1}^*(\mathbf{r}')$$

です。なお、 $\Omega$ は系の体積、 $N_{\mathbf{k}}$ は $\mathbf{k}$ 点サンプリングの数です。

さて、 $f_{xc}$ としてALDAを用いることから、実際の計算では式(143)の積分は実空間メッシュ上での1重積分になります。また、 $\mathbf{k}$ 点として $\Gamma$ 点のみを使用することから、式(138)-(140)の $\mathbf{k}$ 点に関する和は不要となります。

さて、孤立系でしばしば計測される光吸収断面積 (Photo Adsorption Cross Section, PACS) は、

$$\sigma(\omega) = \frac{\Omega}{c} \omega \text{Im}[\epsilon_M(\omega)]$$

表されます。ここで、誘電関数 $\epsilon_M$ は、式(140)により得られた $\bar{L}$ を式(132)及び(139)に代入することにより得ることが出来ます。

## 11.6.2 入力ファイルの記述

LR-TDDFT 法解析プログラムを利用するためには、次の設定が必要です。

### 11.6.2.1 control ブロック

まず、`phase` を用いて事前に SCF 計算を行い、系の電荷密度を求めておきます。LR-TDDFT はその電荷密度をもとに計算を行います。このため、`control` ブロック内で `condition = fixed_charge` として下さい。また、UVSOR と同様に、局所ポテンシャルが軌道ポテンシャルである TM 型擬ポテンシャルを用いる場合、`use_additional_projector = on` として下さい。

```
control{
 condition = fixed_charge
 cpumax = 1 day
}
```

```

max_iteration = 600
use_additional_projector=on
}

```

### 11.6.2.2 accuracy ブロック

accuracy ブロック内では、UVSOR と同様に、固有値計算のためのパラメータ設定を行います。

```

accuracy{
...
 ek_convergence{
 num_extra_bands = 0
 num_max_iteration = 2000
 sw_eval_eig_diff = on
 delta_eigenvalue = 1.e-6 rydberg
 succession = 3
 }
...
}

```

### 11.6.2.3 structure ブロック

k 点に関する和を、ブリルアンゾーン内の、既約化されていない全ての k 点を用いて行うため、E 以外の対称性をオフにします。

```

structure{
...
 symmetry{
 method = manual
 tspace{
 lattice_system = primitive
 generators{
 !#tag rotation tx ty tz
 E 0 0 0
 }
 }
 }
...
}

```

### 11.6.2.4 spectrum ブロック

LR-TDDFT によるスペクトル計算に関するパラメータ設定を行います。以下、ブロック内で使用可能な変数について説明します。[ ]内の値はデフォルト値で、無指定の場合に使用されます。

**type 変数 [OPTICS]**      OPTICS、PACS が使用可能です。OPTICS は誘電関数計算を行い、主として固体に使用します。PACS は光吸収断面積で、分子など孤立系に使用します。

**momentum\_transfer ブロック**      momentum transfer ベクトルに関する記述を行うブロック

**deltaq 変数 [1.0E-3]**      momentum transfer ベクトル  $q$  の大きさを指定します。単位は  $\text{\AA}^{-1}$  です。

**nx, ny, nz 変数 [0.0, 0.0, 1.0]**      momentum transfer ベクトル  $q$  の方向を指定します。

**LongWaveApprox 変数 [ON]**      ON、OFF が使用可能。長波長近似 ( $q \rightarrow 0$ ) を使用する場合には、ON を指定します。

|                                                               |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>tddft ブロック<br/>sw_tddft 変数 [OFF]</p>                       | <p>tddft に関するパラメータを設定するブロック<br/>ON、OFF が使用可能。LR-TDDFT 機能を使用する場合には ON を指定します。</p>                                                                                                                   |
| <p>solver ブロック<br/>equation 変数 [DYSON]</p>                    | <p>使用するソルバーを設定するブロック<br/>DYSON、BS が使用可能。DYSON 様方程式を使用する場合には DYSON を、Bethe-Salpeter 様方程式を使用する場合には BS を指定します。後者は、分子など孤立系の場合に使用します。</p>                                                               |
| <p>XC_Kernel ブロック<br/>kernel_type 変数 [RPA]</p>                | <p>exchange-correlation kernel のタイプ及び関連変数を設定します。<br/>RPA、LRC、ALDA-R が指定可能です。RPA は、exchange-correlation kernel を考慮しないモデルです。LRC は、固体などの周期系で、長距離相互作用の補正を取り入れたい場合に使用します。ALDA-R は、分子など孤立系の場合に使用します。</p> |
| <p>LRC_alpha 変数 [1.0]</p>                                     | <p>kernel 変数に LRC を使用した場合に設定します。</p>                                                                                                                                                               |
| <p>Coulomb_Kernel ブロック<br/>sw_NLF 変数 [OFF]</p>                | <p>coulomb kernel に関する変数を設定します。<br/>ON、OFF が使用可能。Local field ( <math> \mathbf{G}  &gt; 0</math> ) を無視する近似を行う場合には、ON を指定します。</p>                                                                    |
| <p>Expansion ブロック<br/>NumGVec 変数 [100]</p>                    | <p>展開に使用する G ベクトルに関する設定を行うブロック<br/>波数ベクトルの数を設定します。</p>                                                                                                                                             |
| <p>energy ブロック<br/>low, high, step 変数</p>                     | <p>スペクトルを計算するエネルギー範囲を指定するブロック<br/>low, high にはエネルギーの最小及び最大値、step にはエネルギーの間隔を入力します。</p>                                                                                                             |
| <p>BZ_Integration ブロック<br/>width 変数 [1.0E-4 hartree]</p>      | <p>ブリルアンゾーン内の積分に関する設定を行うブロック<br/>Lorentzian の幅を指定します。</p>                                                                                                                                          |
| <p>band_gap_correction ブロック<br/>scissor_operator 変数 [0.0]</p> | <p>バンドギャップ補正を顕わに指定する場合に設定します。詳細は UVSOR に準じます。<br/>ギャップの増分値を指定します。</p>                                                                                                                              |

以下は記入例です。

```
spectrum{
 type = optics
 momentum_transfer{
 deltaq = 1.0E-3
 nx = 1.1, ny = 1.2, nz = 0.9
 LongWaveApprox = ON
 }
 tddft{
 sw_tddft = ON
 solver{
 equation = DYSON
 }
 }
 XC_Kernel{
 kernel_type = LRC
 LRC_alpha = 0.2
 }
 Coulomb_Kernel{
 sw_NLF = OFF
 }
}
```

```

Expansion{
 NumGVec = 80
}
}
energy{
 low = 0.0 eV
 high = 10.0 eV
 step = 0.05 eV
}
BZ_integration{
 width = 0.15 eV
}
band_gap_correction{
 scissor_operator = 0.6d0 eV
}
}

```

### 11.6.3 計算の実行方法

`phase` を用いて事前に SCF 計算を行い、系の電荷密度を計算します。

```
mpirun -np NP phase
```

LR-TDDFT の計算を行うには、以下のコマンドを使用します。

```
mpirun -np NP tdlrmain
```

ここで、NP は MPI プロセス数です。

### 11.6.4 出力ファイル

スペクトルデータは、`spectrum.data` に出力されます。以下のような書式をとります。

A. `type` 変数で `OPTICS` を指定した場合

```

Optical spectrum
#
NonInteracting Interacting
Energy[eV] Real Imaginary Real Imaginary
0.000000 8.626260 0.252860 9.678273 0.327540
0.050000 8.627214 0.252961 9.679507 0.327682
.....

```

第 1 カラムはエネルギー値です。第 2、3 カラムは独立粒子近似における誘電関数を出力しています。なお、`Real` 及び `Imaginary` はそれぞれ、実部および虚部に対応します。また、第 4、5 カラムは `Coulomb` 及び `exchange-correlation kernel` を取り入れた誘電関数です。

B. `type` 変数で `OPTICS` を指定した場合

```

Photo Absorption Cross Section
Energy[eV] NonInteracting Interacting
0.000000 0.000000 0.000000
0.050000 0.000034 0.000012
.....

```

第 1 カラムはエネルギー値です。第 2、3 カラムは、それぞれ独立粒子近似及び相互作用を取り入れた光吸収断面積です。

### 11.6.5 例題



### 11.6.5.1 Si 結晶の誘電スペクトル

Si 結晶の誘電スペクトルの計算例題です。計算例題は、`sample/lr-tddft/SiBulk` です。まず、`scf` ディレクトリにて電荷密度の計算を行い、次に `LRC` ディレクトリにてスペクトル計算を行います。ここでは、`exchange-correlation kernel` として `LRC` を採用しています。

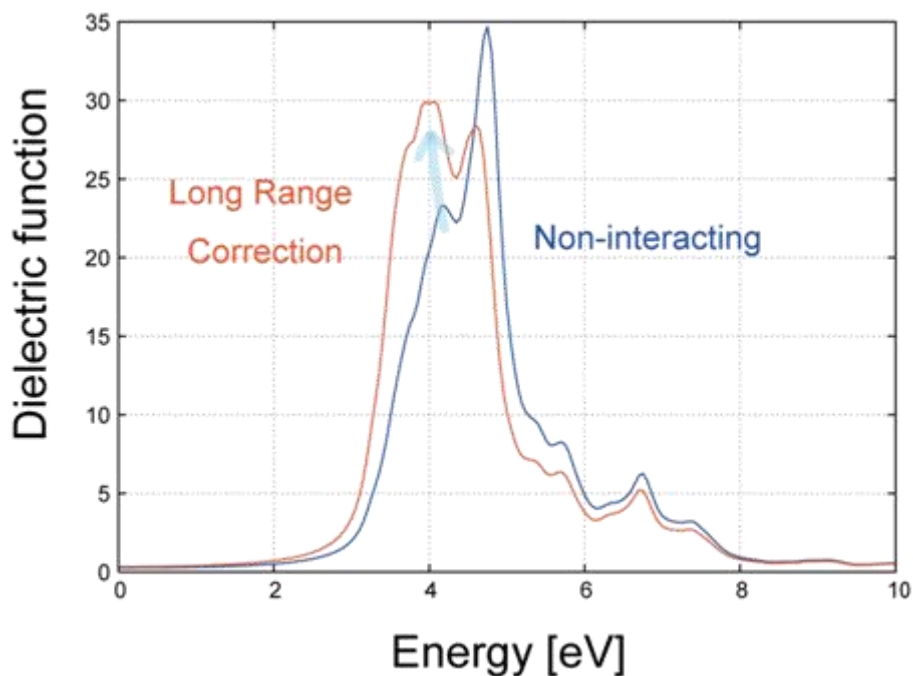


図 11.6 LRC による Si 結晶誘電スペクトルの変化。青線は独立粒子近似による結果。

図 11.6 の青線および赤線は、`spectrum.data` の虚部を表示したもので、それぞれ独立粒子近似および `LRC` を用いた場合の誘電スペクトルです。長距離相互作用の補正を行うことにより、第 1 ピークの強度が強くなる様子が分かります。なお、本系では、`TDDFT` によってもギャップ値の改善は見られません。これは、結晶のように波動関数が広がっている場合には、その間のクーロン相互作用が弱いからです。

### 11.6.5.2 C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> 分子の光吸収断面積

C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> 分子の光吸収断面積計算の計算例題です。計算例題は、`sample/lr-tddft/C6H6` です。まず、`scf` ディレクトリにて電荷密度の計算を行い、次に、`ALDA` ディレクトリにて移動してスペクトル計算を行います。`exchange-correlation kernel` として `ALDA` を採用しています。

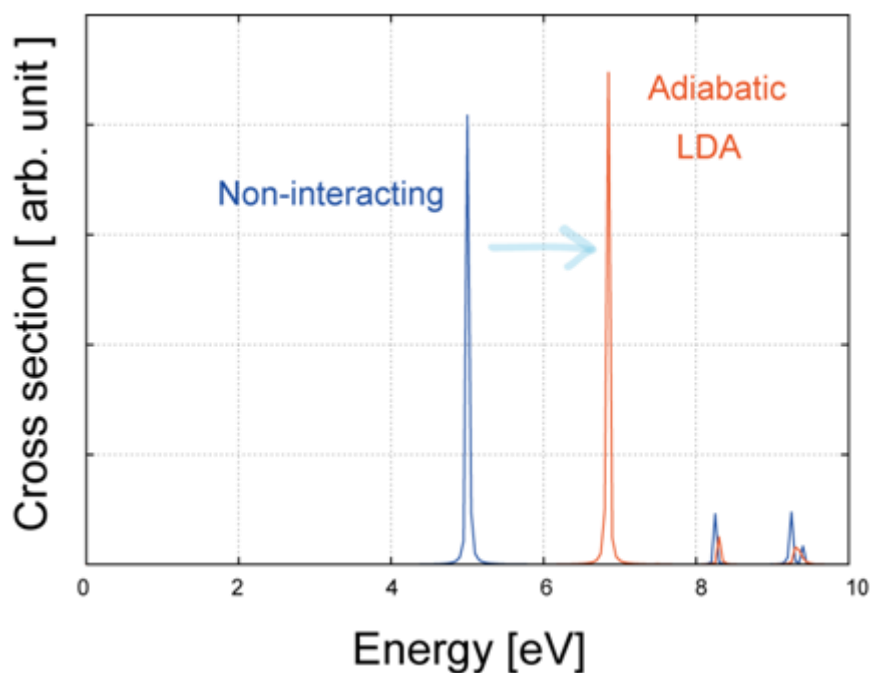


図 11.7 ALDA による  $C_6H_6$  分子の光吸収断面積スペクトルの変化。青線は独立粒子近似による結果。

図 11.7 の青線および赤線は、`spectrum.data` を表示したもので、それぞれ独立粒子近似および ALDA を用いた場合の誘電スペクトルです。第 1 ピークのエネルギー位置が高エネルギー側にシフト、すなわちギャップ値が拡大している様子が分かります。

#### 11.6.6 使用上の注意点

- 対称性を用いた  $k$  点の縮約に対応していません。このため、`symmetry` ブロック中に "E" のみの対称性を指定してください。
- `solver` で `equation =BS` を指定した場合には、非磁性 (paramagnetic) な系のみを取り扱うことができます。

## 11.7 付録

### 11.7.1 eps\_file

機能：file\_names.data の F\_EPSOUT で指定されるファイルに出力される誘電関数計算結果（テンソル形式 $\underline{\quad}$ ）を読み込み、実部と虚部に分離してそれぞれ別のファイルに書き出す。

入力：誘電関数結果ファイル；名称は eps.data

出力：誘電関数実部ファイル；r\_eps.data

〃 虚部ファイル；i\_eps.data

使用法：ソースコード eps\_file.f90 を適当な Fortran コンパイラでコンパイルし、eps.data を含むディレクトリで実行する。

### 11.7.2 nlo\_file

機能：file\_names.data の F\_NLO で指定されるファイルに出力される非線形光学感受率計算結果を読み込み、必要なテンソル成分の結果を別のファイルに書き出す。

入力：感受率計算結果ファイル（名称は nlo.data）

テンソル成分

出力：入力で指定された成分の感受率計算結果ファイル；名称は nlo\_abc.data。

(abc) は入力で指定されるテンソル成分。

使用法：ソースコード nlo\_file.f90 を適当な Fortran コンパイラでコンパイルし、nlo.data を含むディレクトリで実行する。実行時に、成分をキーボード入力する。

使用例 1：実行体の名称が nlofile であり、zzz 成分の計算結果を別のファイルに書き出す場合。

```
% nlofile (1)
zzz (2)
line number of nlo_zzz.data = 1000 (3)
```

(1) プログラムの実行

(2) キーボード入力待ちとなるので、テンソル成分を小文字で入力する

(3) nlo\_zzz.data に 1000 行のデータが出力された（メッセージ）

使用例 2：実行体の名称が nlofile であり、xxyy 成分の計算結果を別のファイルに書き出す場合。

```
% nlofile (1)
xxyy (2)
line number of nlo_xxyy.data = 1000 (3)
```

(1) プログラムの実行

(2) キーボード入力待ちとなるので、テンソル成分を小文字で入力する

(3) nlo\_xxyy.data に 1000 行のデータが出力された（メッセージ）

## 11.8 参考文献

- [1] Gunther Harbeke, "Optical Properties of Semiconductors" in Optical Properties of Solids; F. Abeles(Ed.), North-Holland, Amsterdam (1972):Chapter 2.
- [2] A. F. Starace, "Length and Velocity Formulas in Approximate Oscillator-Strength Calculations", Phys. Rev. A, pp. 1242-1245 (1972).
- [3] A. J. Read and Needs, "Calculation of Optical Matrix Elements with Nonlocal Pseudopotentials", Phys. Rev. B, pp13071-13073 (1991).
- [4] H. Kageshima and K. Shiraishi, "Momentum-matrix-element Calculation using Pseudopotentials", Phys. Rev. B, pp14985-14992 (1997).
- [5] G. Lehmann and M. Taut, "On the Numerical Calculation of the Density of States and Related Properties", phys. stat. sol. (b), pp469-477 (1972).
- [11] B. Adolf, K. Tenelsen, V. I. Gavrilenko, and F. Bechstedt, "Optical Properties and Loss Spectra of SiC polytypes from Ab Initio Calculation", Phys. Rev. B, pp1422-1429 (1997).
- [12] C. J. Pickard and M. C. Payne, "Second-order  $k \cdot p$  Perturbation Theory with Vanderbilt Pseudopotentials and Plane Waves", Phys. Rev. B, pp4383-4388 (2000).
- [13] Y. R. Shen, "Principles of Nonlinear Optics (Wiley Classics Library)", John Wiley and Sons, Inc.Hoboken, NJ, USA(2003).
- [14] E. Ghahramani, D. J. Moss, and J. E. Sipe, " Full-band-structure Calculation of Second-harmonic Generation in Odd-period Strained (Si)<sub>n</sub>/(Ge)<sub>n</sub> Superlattices", Phys. Rev. B, pp8990-9002 (1991).
- [15] S. N. Rashkeev, W. R. L. Lambrecht, and B. Segall "Efficient Ab initio Method for the Calculation of Frequency-dependent Second-order Optical Response in Semiconductors", Phys. Rev. B, pp3905-3919 (1998).
- [16] R.D. King-Smith and David Vanderbilt, Phys. Rev. B, 1651 (1993).
- [17] R. Resta, Rev. Mod. Phys. , 899 (1994).
- [18] R. Resta, Ferroelectrics, 51 (1992).
- [19] R. M. Pick, M. H. Cohen, and R. M. Martin, Phys. Rev. B, 910 (1970).
- [20] 物理学辞典 (縮刷版)、物理学辞典編集委員会 (培風館、東京 1992), p.988.
- [21] D. J. Moss, E. Ghahramani, J. E. Sipe, and H. M. van Driel, "Band-structure Calculation of dispersion and anisotropy in  $\chi^{(3)}$  for third-harmonic generation in Si, Ge, and GaAs", Phys. Rev. B, pp1542-1560 (1990).
- [22] D. Vanderbilt, J. Phys. Chem. Solids (2000) 147-151.
- [23] F. Bernardini et al., Phys. Rev. B 56 (1997) R10024.